Google

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com durchsuchen.

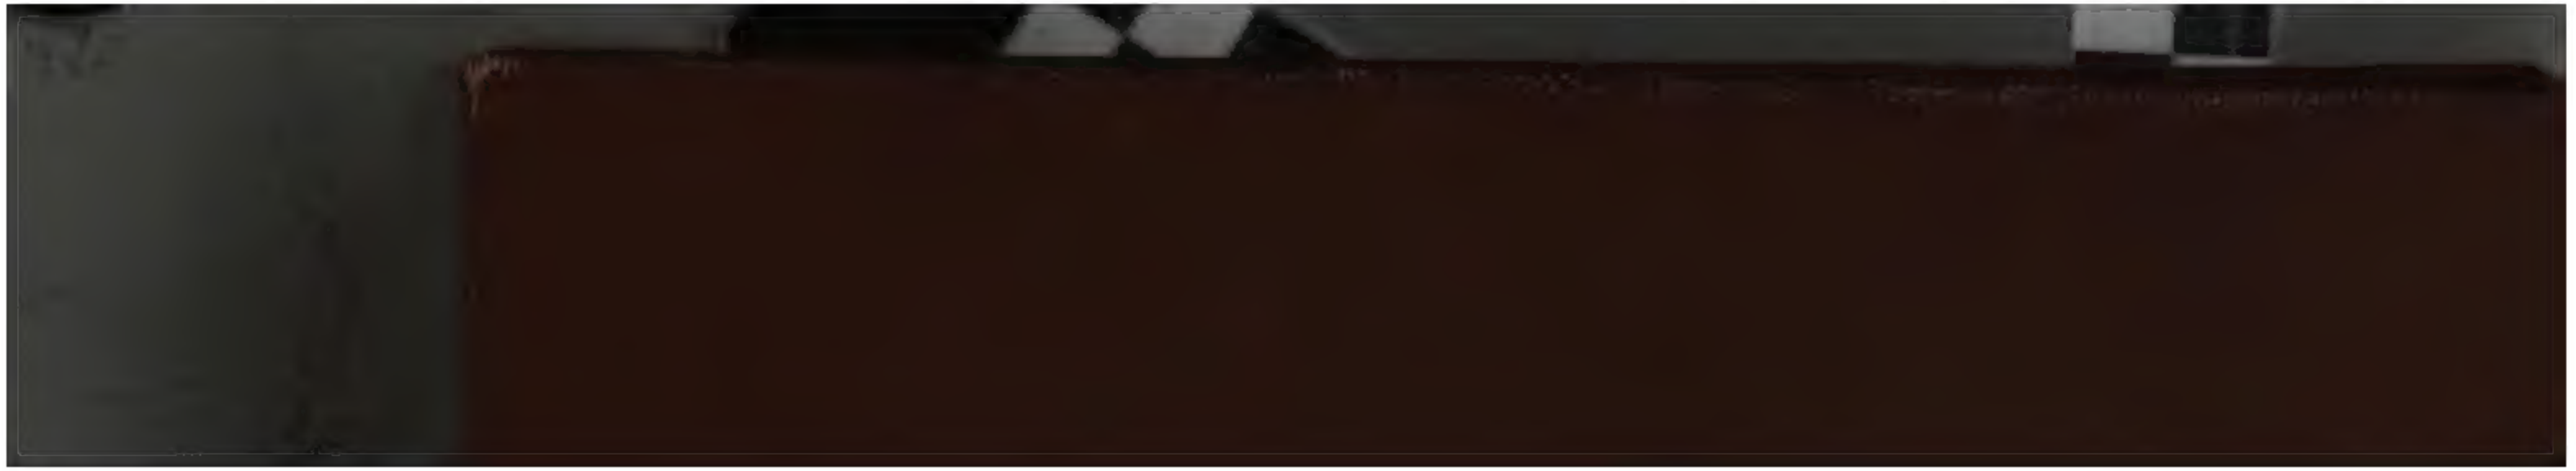

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(Kluge
WV

a2

Handbuch der Edelsteinkunde.

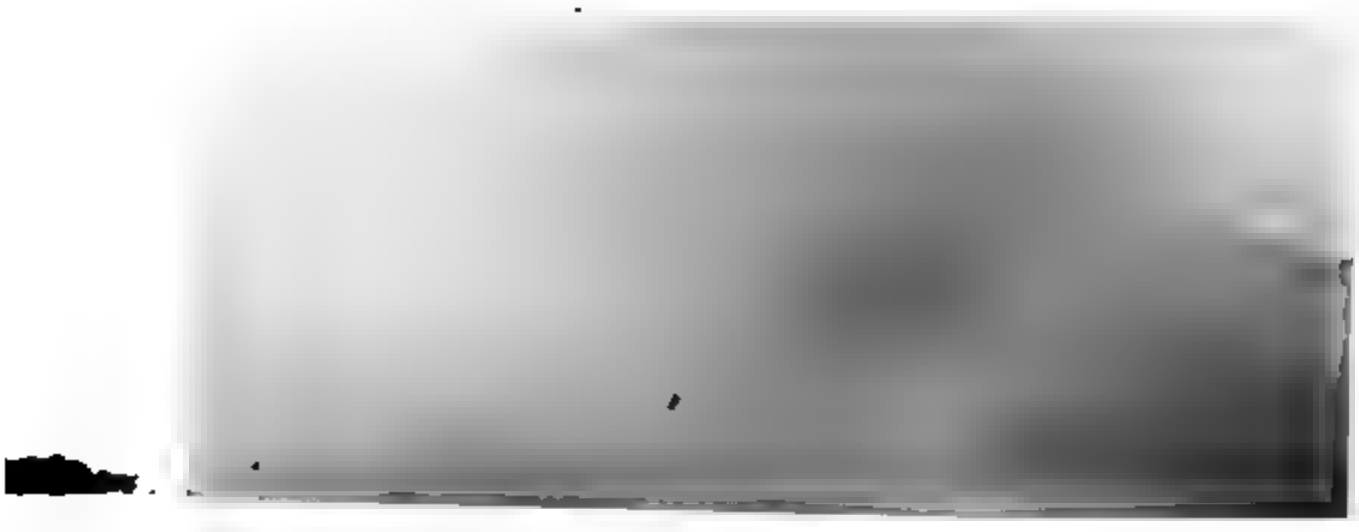

Handbuch der Edelsteinkunde.

[redacted]

[redacted]

Handbuch

der

Edelsteinkunde

für

Mineralogen, Steinschneider und Juweliere.

Von

Karl Emil Kluge,

Lehrer an der königl. Gewerbschule zu Chemnitz; correspondirendes Mitglied der k. k. Geologischen Reichsanstalt zu Wien und der Académie impériale des sciences, arts et belles lettres zu Dijon, Mitglied der Deutschen geologischen Gesellschaft zu Berlin, der naturforschenden Gesellschaft „Isis" zu Dresden, u. s. w.

Nebst 11 Tabellen zur Bestimmung geschnittener Steine und 15 lithographirten Tafeln mit 201 Abbildungen.

ASTOR LIBRARY NEW-YORK.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1860.

[redacted]

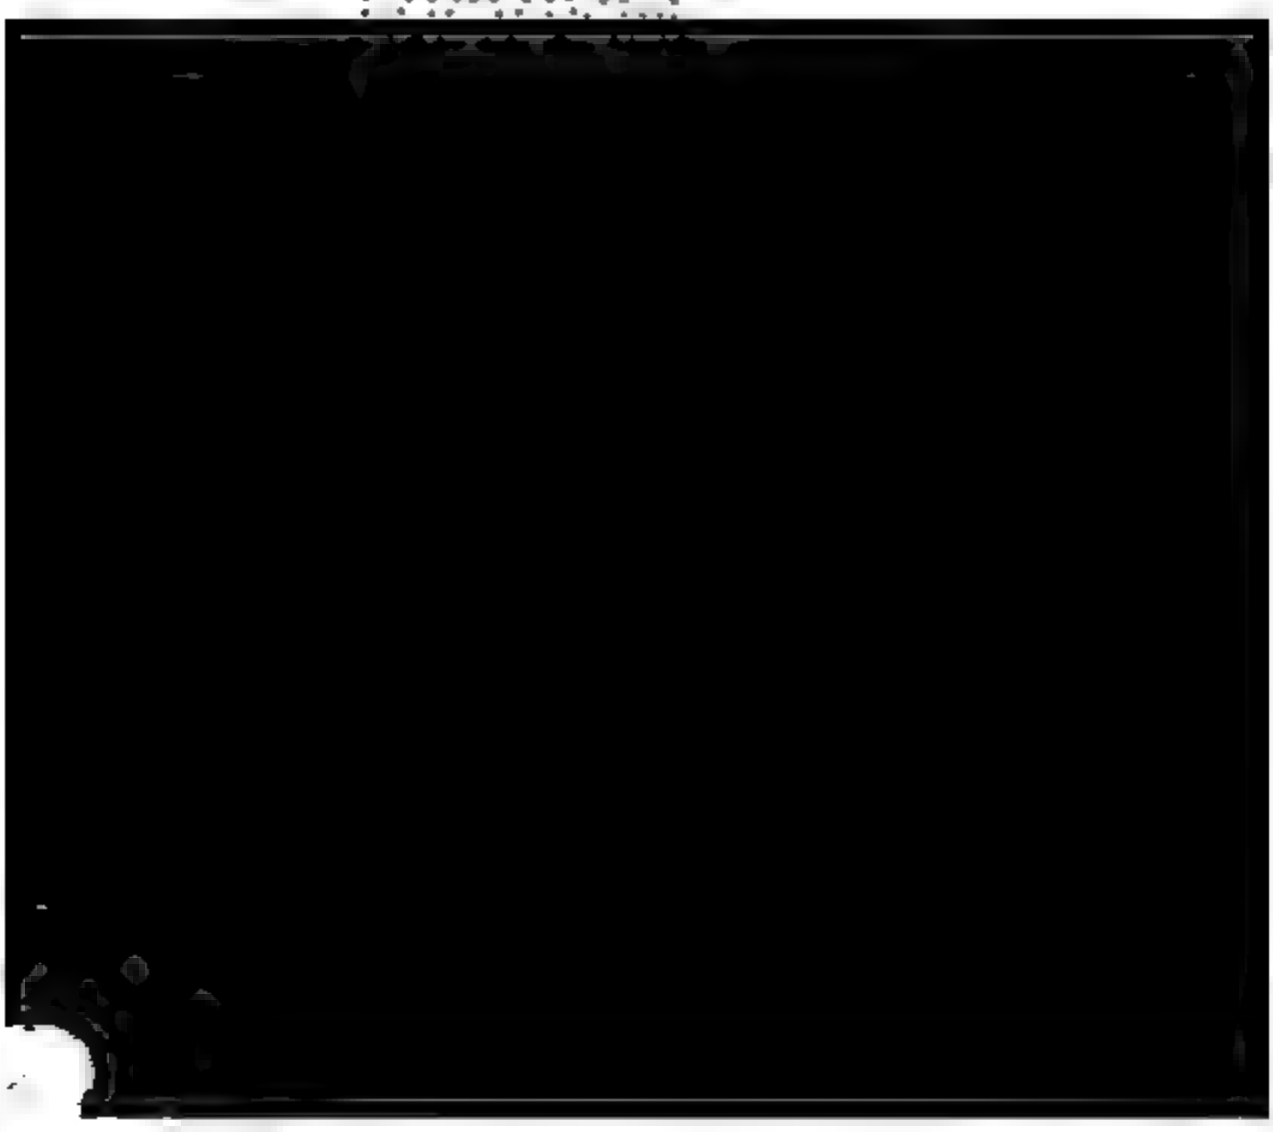

Vorwort.

Der Zweck, den der Verfasser bei Bearbeitung gegenwärtiger Schrift vor Augen hatte, war zunächst der, den Juwelieren und Steinschneidern die Mittel an die Hand zu geben, die kostbaren Stoffe, mit welchen sie es zu thun haben, genauer kennen zu lernen, das Gute von dem Schlechten, das Echte von dem Unechten unterscheiden zu lernen; ferner den Weg anzuzeigen, auf welchem die Edelsteine zu Gegenständen des Schmucks umgebildet werden, und endlich die Methoden anzugeben, nach welchen der Werth derselben geschätzt wird.

Die Abhandlung über jeden Edelstein zerfällt daher in drei Theile: den rein mineralogischen, der die physikalischen und chemischen Kennzeichen sowie die Fundorte umfaßt, den technischen, der den Schnitt, die Fassung und die Art der Anwendung in sich begreift, und den commerziellen mit der Angabe der Preise, Handelsnamen, Marktplätze, Verfälschungen u. s. w.

Um das Werk aber auch für Mineralogen von Fach, Directoren von Sammlungen, Alterthumsforscher u. s. w. nutzbar zu machen, ist der Plan desselben, namentlich durch Aufnahme von culturgeschichtlichen und staatswirthschaftlichen Notizen, sowie durch eine speciellere Behandlung mancher Kapitel der Kennzeichenlehre weiter ausgeführt worden, als der eigentliche ursprüngliche Zweck verlangt hätte.

Die Zahl der im speciellen Theile behandelten
eine ziemlich bedeutende und geht weit über dieser
der Mineralog von Fach in seine Gruppe der
Der Name Schmucksteinkunde dürfte daher

dem Praktiker die Bestimmung geschnittener Steine zu erleichtern. In gleicher Weise wie die Edelsteine wurden auch die Perlen und Korallen in einem besondern Anhange behandelt. Sind diese Artikel auch zur Vollständigkeit und Einheit des Werks nicht nothwendig, so dürften sie doch wegen ihrer praktischen Wichtigkeit dem Juwelier eine willkommene Zugabe bieten.

Die dem Ganzen beigefügten zahlreichen Abbildungen, welche die natürlichen Formen der Schmucksteine, die Schnittformen derselben und die Werkzeuge zu ihrer Verarbeitung umfassen, werden wesentlich zum Verständniß des Textes beitragen.

Was endlich die literarischen Hülfsmittel betrifft, die der Verfasser benutzte, so sind dieselben theils in einer großen Anzahl von Artikeln und Notizen in fachwissenschaftlichen Journalen, theils in den in der Einleitung aufgeführten Werken zu suchen. Ein Blick auf die deutsche Literatur über den behandelten Gegenstand wird auch zeigen, daß die vorliegende Arbeit wol keine überflüssige genannt werden kann.

Schließlich empfiehlt der Verfasser das Buch dem Wohlwollen und der Nachsicht aller sachverständigen Beurtheiler und wünscht, daß es den darin Belehrung Suchenden ein treuer Rathgeber sein möge.

Inhaltsverzeichniß.

Seite

Vorwort V

Einleitung. Begriff von Edelstein — Juwelen oder eigentliche Edelsteine und sogenannte Halbedelsteine — Begriff von Edelsteinkunde — Eintheilung der Edelsteinkunde — Hülfsmittel — Literatur ..... 1—3

Allgemeiner Theil.

Erster Abschnitt.

Terminologie oder Kennzeichenlehre der Edelsteine.

Erstes Kapitel.

Von den Gestaltsverhältnissen der Edelsteine.

Krystallisirte und amorphe Edelsteine. A. Von den Krystallgestalten: Begrenzungstheile der Krystalle — Achsen — Verschiedenartige Krystallformen — Veränderungen an einer Grundform — Krystallsysteme — Tesseralsystem — Tetragonalsystem — Rhombisches System — Monoklinoëdrisches System — Triklinoëdrisches System — Hexagonalsystem — Unvollkommenheiten der Krystallformen — Hemimorphismus mancher Krystalle — Von den Verbindungen der Krystalle — Zwillingskrystalle — Aggregate — Krystallisirte Aggregate — Krystallgruppen — Krystalldrusen — Krystallinische Aggregate. B. Formen der amorphen Edelsteine. C. Secundäre Formen — Geschiebe, Gerölle, Körner u. s. w. ..... 4—13

Zweites Kapitel.

Von den physischen Eigenschaften der Edelsteine.

1. Eigenschaften der Cohärenz: A. Spaltbarkeit: Spaltungsrichtungen — Verschiedene Vollkommenheit der Spaltbarkeit. B. Bruch. C. Härte: Prüfung der Härte durch Ritzen mit andern Mineralien — Prüfung durch die Feile — Prüfung auf der Scheibe der Steinschleifer — Tabelle über die Härte der verschiedenen Edelsteine. D. Sprödigkeit ..... 13—21
2. Specifisches Gewicht der Edelsteine: Absolutes und specifisches Gewicht — Allgemeines Verfahren bei der Bestimmung des specifischen Gewichts — Die hydrostatische Wage — Das Nicholson'sche Aräometer Regeln für die Wägung Wichtigkeit des specifischen Gewichts — über das specifische Gewicht der feinern Edelsteine und gewöhnl steine .....

Seite

3. Optiſche Eigenſchaften: A. Durchſichtigkeit. B. Strahlenbrechung: Einfache Strahlenbrechung - Gänzliche Zurückwerfung der Lichtſtrahlen Zerſtreuung des Lichts — Doppelte Strahlenbrechung — Achſen der doppelten Strahlenbrechung — Verfahren nach Blum, Babinet und Haidinger, die doppelte Strahlenbrechung bei den Edelſteinen ſichtbar zu machen — Wichtigkeit der doppelten Strahlenbrechung für die Prüfung der Edelſteine — Polariſation des Lichts. C. Farbe: Weſentliche und zufällige Farben — Quantität der Farbe — Qualität der Farbe — Charakterfarben — Schattirungen der Farben — Mehrfache Färbung und Farbenzeichnung — Veränderung der Farbe — Farbe und Glanz des Strichs — Beſondere Farben- und Lichterſcheinungen — Pleochroismus — Farbenwandelung — Schillern — Farbenſpiel — Fluoriren — Innerer Lichtſchein — Lichtſchein in geraden Linien oder Strahlen — Iriſiren — Farbenunterſchied bei reflectirtem und bei durchfallendem Lichte. D. Glanz: Art des Glanzes - Grade des Glanzes. E. Phosphoreſcenz: Phosphoreſcenz durch Inſolation, — durch Erwärmung, — durch mechaniſche Gewalt, — durch Elektricität . 25—44

4. Magnetismus 44

5. Elektricität: Elektricität durch Reibung und Druck — Elektricität durch Erwärmung . . . 44—47

6. Wärmeleitung 47

Drittes Kapitel.

Von den chemiſchen Eigenſchaften der Edelſteine.

Geringere Wichtigkeit der chemiſchen Eigenſchaften für die Prüfung der Edelſteine — Chemiſche Zuſammenſetzung der Edelſteine — Elemente Ver-

Vierter Abschnitt.
Bearbeitung der Edelsteine.

Erstes Kapitel.
Steinschneiderei.

Seite

1. Steinschleiferei: Begriff der Steinschleiferei — Geschichte derselben — Ludwig van Berquen — Steinschleiferei in Holland und Indien..... 81—86

A. Diamantschneiderei: Diamantbort und Bereitung desselben — Spalten des Diamants — Zweck des Spaltens — Werkzeuge — Kittstock oder Kegel — Schneidebüchse — Verfahren beim Spalten — Zersägen des Diamants — Schneiden desselben — Schleifen und Poliren — Schleifmühlen — Steinschleiferrad der Tamulen in Ostindien — Vorbereitungen zum Schleifen — Verfahren beim Schleifen ..... 86—96

B. Edelsteinschneiderei: Begriff der Edelsteinschneiderei — Abweichungen von der Diamantschneiderei — Schleif- und Polirmittel — Schmirgel — Tripel — Polirroth — Polirschiefer und Klebschiefer — Zinnasche, Bolus und Bimsstein — Material der Schleif- und Polirscheiben — Auswahl der Scheiben und Polirmittel für verschiedene Edelsteine — Schnittformen der Edelsteine — Brillanten — Dreifache und zweifache Brillanten — Zweifaches Gut mit Stern — Sternförmiger Schnitt von Caire — Brillonetten oder Halbbrillanten — Rosetten — Holländische und Brabanter Rosetten — Vlakke Moderoozen — Kruinige Moderoozen — Rose recoupé. Brioletts oder Pendeloques — Tafelsteine — Halbgründige Tafelsteine — Dünnsteine — Dicksteine — Spitzsteine — Porträtsteine — Bastardformen — Kappgut — Treppenschnitt — Gemischter Schnitt — Schnitt mit verlängerten Brillantfacetten — Tafelschnitt — Mugeliger Schnitt (en cabochon, goutte de suif) ..... 96—110

C. Großsteinschneiderei: Begriff der Großsteinschneiderei — Werkzeuge — Verfahren — Einzelne Beispiele ..... 110—113

2. Graviren in Stein oder Kunststeinschneiderei: Begriff der Kunststeinschneiderei. Cameen und Intaglien — Geschichte des Gravirens in Stein — Anfänge desselben in Babylonien, Indien, Persien, Palästina, Aegypten — Scarabäen-Gemmen — Fünf Culturperioden bei den Aegyptern — Steinschneidekunst in Hellas — Drei Zeiträume der Gravirkunst bei den Etruskern — Siegelringe bei den Römern während der Zeit des Freistaats — Ringe während der Kaiserzeit — Gravirkunst im byzantinischen Zeitalter — Abraxe — Bildwerke und Inschriften auf Gemmen — Steinarten, die die Alten zum Graviren benutzten — Art der Bearbeitung der Edelsteine im Alterthume — Steinschneidekunst im Mittelalter und der Neuzeit — Werkzeuge und Verfahren beim Steingraviren..... 113—128

f

Begriff des Bohrens — — Bohren
von Edelsteinen zu f — Bohren
von Edelsteinen zum ... 128—130

Seite

Drittes Kapitel.

Brennen der Edelsteine 130

Viertes Kapitel.

Behandlung mit chemischen Agentien.

Zweck dieser Behandlung — Aetzen auf Edelsteine — Färben von Edelsteinen — Berichte des Plinius darüber — Verfahren zu Oberstein und Idar — Verfahren in Italien ..... 131—139

Fünftes Kapitel.

Vom Fassen der Edelsteine.

Fassung in Metall — Karmoisiren — Fassen in Krappeln — Befestigung — Aufbringen der Edelsteine — Fassen auf Moor — Aufbringung mit Folie — Unterlegen der Edelsteine mit einem derselben Art und Schnittform — Reinigung der Edelsteine nach dem Fassen . . .. 139—142

Fünfter Abschnitt.

Die Edelsteine als Gegenstand des Handels.

Handel mit Edelsteinen im allgemeinen — Preise der Edelsteine — Verkauf nach dem Gewichte — Verschiedenes Karatgewicht — Fehler (Federn, Wolken, Sand, Staub u. s. w.) — Verfälschungen — Unterschieben minder werthvoller Edelsteine für kostbarere — Unterschieben von Glasflüssen Straß — Verfahren zur Darstellung der Glasflüsse von Fontanieu — Verfahren von Douault-Wieland — Verfahren von Lançon — Undurchsichtige Pasten — Unterscheidung der Glasflüsse von den Edelsteinen — Unterschieben von

Seite

Chemische Eigenschaften: Zusammensetzung der Diamanten — Geschichte der Entdeckung derselben — Temperatur, bei welcher Diamant verbrennt — Erscheinungen bei der Verbrennung — Verhalten gegen chemische Agentien — Beimengungen — Entstehung der Diamanten — Bildung künstlicher Diamanten: Versuche von Hare, Silliman, Despretz — Hypothese von Simmler ..... 178—192

Vorkommen, Gewinnung und Productionsquantum von Diamanten: Vorkommen und Gewinnung in Indien — Die Cuddapahgruppe der Diamantlager am Pennarfluß — Nandialgruppe zwischen Pennar und Kistna — Ellore- oder Golkondagruppe am untern Kistna — Sumbhulpurgruppe in Gondwara — Pannagruppe in Bundelkhund — Production in Indien — Vorkommen in Borneo — Vorkommen in Brasilien — Primitive und secundäre Lagerstätte der Diamanten in Brasilien — Berichte von Eschwege, Martius und Claussen — Diamantsand von Bahia — Geschichte der Auffindung, Gewinnung und Productionsquantum der Diamanten in Brasilien — Berichte von Tschudi über die brasilianischen Lager — Vorkommen von Diamanten im Ural, in Nordamerika und Australien ..... 192—221

Nachrichten der Alten vom Diamant — Anwendung des Diamants zum Glasschneiden, als Drehwerkzeug, zu Linsen für Mikroskope und zum Schmuck — Gravirungen in Diamant — Werth der Diamanten — Bestimmung der Schwere — Ueber den Handel mit Diamanten und die Preise derselben — Schätzung roher und geschliffener Steine — Preise von 1830 und 1859 — Regel zur Schätzung großer Diamanten — Preise der geschliffenen Diamanten des französischen Kronschatzes nach den Inventarien von 1791 und 1810 — Preise farbiger Diamanten bei der Auction der Sammlung des Marquis de Drée — Verfälschungen ..... 221—238

Große Diamanten und Geschichte derselben: Angeblich größter Diamant im portugiesischen Kronschatze — Diamant des Hofraths Beircis — Diamant des Radscha von Mattan auf Borneo — Kohinoor — Orlow oder Amsterdamer — Pitt oder Regent — Diamant des Abbas-Mirza — Toscaner — Sancy — Stern des Südens — Große Diamanten im portugiesischen, französischen, englischen und russischen Kronschatze — Polarstern — Pascha von Aegypten — Piggot — Nassak — Blauer Diamant von Hope — Diamanten im Grünen Gewölbe zu Dresden — Diamanten orientalischer Herrscher ..... 238—254

Amorpher Diamant ..... 254—256

Anhang: Bordiamant ..... 256—259

2. **Korund.** Morphologische, physische und chemische Eigenschaften desselben — Vorkommen. Varietäten: a. Sapphir und Rubin — b. Korund und Diamantspath — c. Schmirgel ..... 259—271

Anwendung des Sapphirs und Korunds zum Schmuck — Bearbeitung — Benennungen im Handel — Rubin, Sapphir, orientalischer Topas, orientalischer Aquamarin, orient. Smaragd, orient. Chrysolith, orient. Amethyst, orient. Hyacinth, weißer Sapphir, Sternsapphir, Asterie, orient. Girasol u. s. w. ..... 271—275

Werthbestimmung des Sapphirs — Preise von Sapphiren bei der Auction des Marquis de Drée — Preise im Inventarium des französischen Kronschatzes — Fehler und Verfälschungen ..... 275—278
Anwendung zu Linsen für Mikroskope — Anwendung des Korunds und Schmirgels zum Schleifen — Große Sapphire ..... 279—280

3. **Chrysoberyll.** Morphologische, physische und chemische Eigenschaften — Vorkommen — Varietäten — Spargelgrüner Chrysoberyll — Grasgrüner Chrysoberyll — Bearbeitung — Anwendung — Werth und Verfälschungen ..... 280—284

4. **Spinell.** Morphologische, physische und chemische Eigenschaften — Fundorte — Varietäten — Edler Spinell, blauer Spinell, Pleonast, Chlorospinell ..... 284—290
Anwendung des Spinells — Juwelierbenennungen — Rubin-Spinell, Rubin-Balais, Almandin-Spinell, Rubicell, Essigspinell, Goutte de sang — Bearbeitung und Preise des Spinells — Spinelle im französischen Kronschatze ..... 290—292

Zweites Kapitel.

Schmucksteine zweiten Ranges.

5. **Zirkon.** Morphologische, physische und chemische Eigenschaften — Fundorte — Edler Zirkon oder Hyacinth — Gemeiner Zirkon oder Zirkonit — Anwendung, Bearbeitung und Werth der Zirkone ..... 292—299

6. **Topas.** Morphologische, physische und chemische Eigenschaften. A. Edler

Seite

9. **Turmalin.** Morphologiſche, phyſiſche und chemiſche Eigenſchaften. A. Edler Turmalin: Sibiriſcher Turmalin — Indikolith — Grüner Turmalin — Gelblichgrüner Turmalin — Farbloſer Turmalin — Brauner Turmalin. B. Gemeiner Turmalin — Geſchichtliches über den Turmalin — Bearbeitung — Anwendung und Werth ..... 336—344

10. **Edler Opal.** Eigenſchaften — Vorkommen und Gewinnung in Ungarn — Geſchichtliches — Bearbeitung und Anwendung — Handelsvarietäten — Flammenopal — Flimmeropal — Opalmutter — Werth des edeln Opals — Große Opale — Verfälſchungen ..... 344—350

Drittes Kapitel.

Schmuckſteine dritten Ranges.

11. **Cordierit.** Eigenſchaften — Vorkommen — Preis — Bearbeitung — Anwendung — Verfälſchungen 350

12. **Veſuvian.** Eigenſchaften — Vorkommen — Bearbeitung, Preis und Verfälſchungen 352

13. **Chryſolith.** a. Edler Chryſolith. b. Gemeiner Chryſolith. c. Eiſenchryſolith. Bearbeitung, Preis und Verfälſchungen 354

14. **Axinit** 356

15. **Cyanit** 357

16. **Staurolith** 359

17. **Andaluſit** 359

18. **Chiaſtolith** 360

19. **Piſtazit** 361

20. **Türkis.** Eigenſchaften — Mineraltürkis oder Stein vom alten Felſen — Zahntürkis — Unterſchied beider — Geſchichtliches — Verarbeitung — Preis — Verfälſchungen — Große Türkiſe ..... 361—366

Zweiter Abſchnitt.

Sogenannte Halbedelſteine.

Viertes Kapitel.

Schmuckſteine vierten Ranges.

21. **Quarz.** Morphologiſche, phyſiſche und chemiſche Eigenſchaften. A. **Kryſtalliſirte Quarze.** a. Bergkryſtall: Eigenſchaften — Vorkommen — Gewinnung — Kryſtallkammern — Geſchichtliches — Benennungen im Handel: Scheindiamant, Regenbogenquarz, Citrin, Morion, Rauchtopas, Haar- oder Nadelſteine — Bearbeitung, Gravirungen in Bergkryſtall — Anwendung — Kryſtallwaaren im franzöſiſchen Kronſchatze — Werth — Verfälſchungen — Fehler. b. Amethyſt: Eigenſchaften — Vorkommen — Bearbeitung, Gravirungen in Amethyſt — Werth und Verfälſchungen. c. Gemeiner Quarz: Roſenquarz — Katzenauge — Praſem — Avanturin. d. Hornſtein. e. Jaspis: Aegyptiſ
ner und Bandjaspis — Anwendung, Verarbeitung »

B. **Chalcedone.** Eigenſchaften, Poroſität des Cha
Chalcedon: Untervarietäten deſſelben —
dung — Gravirungen in Chalcedon. b. Ka

Seite

Untervarietäten: Männlicher und weiblicher Karneol, Sarder, Sardonyx, Karneolonyx, Karneolberyll — Bearbeitung und Anwendung — Berühmte Cameen und Intaglien des Alterthums aus Karneol — Werth. c. Grüner Chalcedon. 1. Chrysopras: Eigenschaften — Vorkommen — Geschichtliches — Anwendung und Verarbeitung — Werth und Verfälschungen. 2. Heliotrop. 3. Plasma. Anhang: Achat. Varietäten desselben — Muttergestein der Achate — Achatmandeln — Entstehung derselben — Geschichtliches — Achatindustrie im Fürstenthum Birkenfeld — Geschichte der obersteiner Industrie — Bearbeitung der dortigen Achate — Commerzielles ..... 386—414

C. **Opale.** Feueropal — Gemeiner Opal — Halbopal — Hydrophan oder Weltauge — Kascholong — Jaspopal — Glasopal ... . 414—419

22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Varietäten: a. Adular (Mondstein, Sonnenstein, Avanturinfeldspath). b. Amazonenstein. c. Labradorisirender Feldspath ..... 419—422

23. Labrador 422

24. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Marekanit 424

25. Lasurstein. Eigenschaften — Vorkommen — Anwendung und Bearbeitung — Werth — Verfälschungen — Werke von Lasurstein im französischen Kronschatze 426

26. Hauyn. Eigenschaften u. s. w. 430

27. Hypersthen 430

28. Diopsid 431

29. Flußspath. Eigenschaften und Vorkommen — Bearbeitung in England — Anwendung — Geschichtliches — Handelsnamen — Werth ... 432

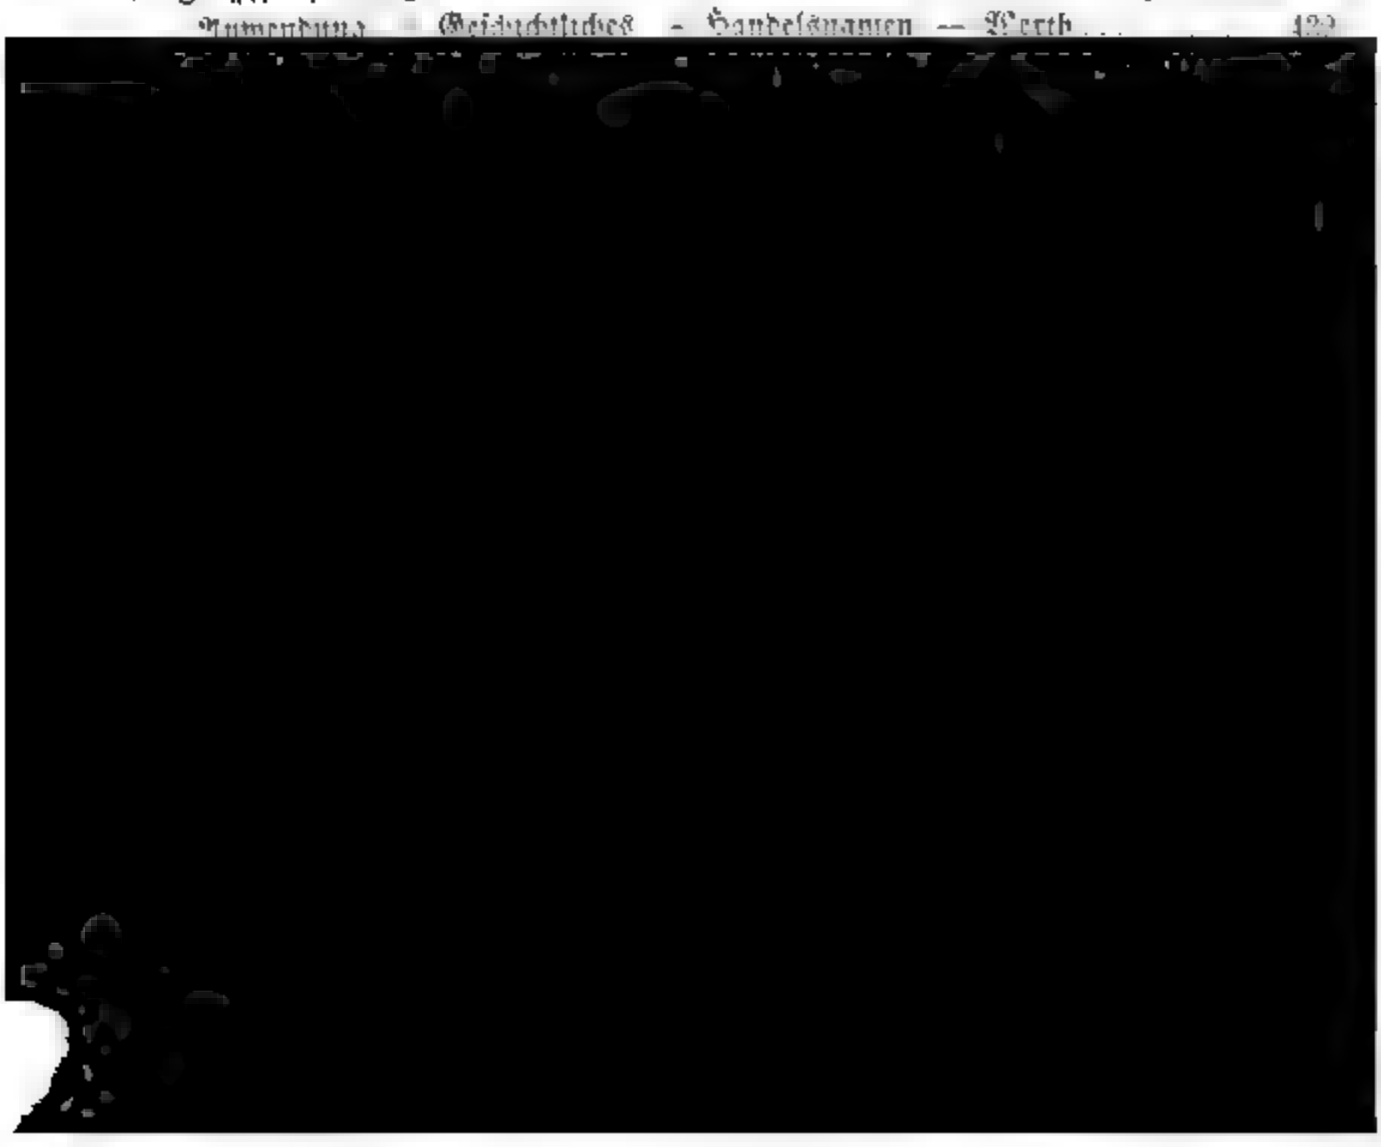

Seite

43. Alabaster 470
44. Malachit 472
45. Schwefelkies 474
46. Manganspath 475
47. Hämatit 476
48. Prehnit 476
49. Eläolith 477
50. Natrolith 478
51. Lava 479
52. Puddingstein 479
53. Lepidolith 479

Erster Anhang.

Perlen und Korallen.

I. **Echte Perlen.** Naturgeschichte der Perlenmuscheln — Seeperlenmuschel — Flußperlenmuschel — Gemeine Mießmuschel — Eigenschaften und Namen der Perlen: Parangonperlen, Kirschperlen, Zahl-, Stück-, Loth-, Saat-, Unzenperlen, Stoß- und Staubperlen, Perlentropfen, Perlenaugen, Perlenbirnen, Baroqueperlen, Phantasieperlen, Perlenwarzen — Entstehung der Perlen und künstliche Erzeugung derselben — Theorien von von Heßling, Küchenmeister, Filippi und Linné — Perlenerzeugung in China — Vorkommen, Gewinnung und Productionsquantum der Perlen — Perlenfischerei auf Ceylon, im Persischen Meerbusen, im Rothen Meere und an den amerikanischen Küsten — Flußperlen der Elster im sächsischen Voigtlande und anderer europäischen Flüsse — Flußperlen von Texas — Geschichte der echten Perlen — Große Perlen — Handel mit Perlen und Werth derselben — Perlen im französischen Kronschatze — Verschönerung der Perlen und Reinigung verdorbener — Nachahmung echter Perlen ..... 483—516

II. **Korallen.** Edelkoralle — Beschreibung der Polypen — Bildung des Polypenstocks — Vorkommen — Korallenfischerei — Bearbeitung der Korallen — Korallenbohrmaschine von Hoffmann — Verbrauch von Korallen — Anwendung uud Werth ..... 517—523

Zweiter Anhang.

Tabellen zur Bestimmung der am häufigsten im Handel vorkommenden Schmucksteine.

Tabelle I. Wasserhelle Edelsteine 526
» II. Rothe Edelsteine 528
» III. Blaue Steine 530
» IV. Grüne Steine .....
» V. Grünlichblaue Steine .....
» VI. Gelbe Steine .....
» VII. Grünlichgelbe und gelblichgrüne Steine .....

		Seite
Tabelle VIII.	Steine, deren Farbe aus Hochrothgelb und Braun gemiſcht erſcheint	540
» IX.	Undurchſichtige Steine, deren Farbe zwiſchen Blau und Grün wechſelt	542
» X.	Violblaue Steine	542
» XI.	Steine, die ſich durch eigenthümliche Farbenerſcheinungen auszeichnen	544
Regiſter		547

Einleitung.

§. 1. Begriff von Edelstein.

Mit dem Worte Edelstein (pierre précieuse; precious stone, gem) bezeichnet man ein jedes Mineral, welches sich durch Härte, Glanz, Schönheit der Farbe oder Farblosigkeit, sowie in den meisten Fällen durch größere Seltenheit und Durchsichtigkeit auszeichnet und deshalb in der Bijouterie verarbeitet wird.

Man theilt sie gewöhnlich in eigentliche Edelsteine, ganz edle, oder Juwelen (gemmae) und Halbedelsteine, couleurte oder farbige Steine (lapides pretiosi) ein. Zu den erstern rechnet man die seltenern Mineralien, die sich durch bald lebhafte, bald sanfte und liebliche Farben, Durchsichtigkeit, bedeutende Stärke des Glanzes (Feuer), große Härte und Polirfähigkeit auszeichnen. — Die sogenannten Halbedelsteine zeigen alle diese Merkmale nur in weit geringerm Grade und kommen häufiger und in größern Massen vor. Indessen findet bei dieser Eintheilung eine große Willkür statt, da manche Steine bald zu dieser, bald zu jener Abtheilung gezählt werden. Auch hinsichtlich des mercantilischen Werthes läßt sich eine scharfe Grenzlinie zwischen beiden Klassen nicht ziehen, da dieser durch verschiedene zufällige Umstände, Schliff, besondere Schönheit oder Seltenheit der Farbe, Fehlerlosigkeit und durch die Mode bedingt ist, sodaß nicht selten manche der Halbedelsteine den Juwelen vorgezogen werden.

§. 2. Begriff von Edelsteinkunde.

Edelsteinkunde im weitern Sinne des Worts ist die Wissenschaft von den Edelsteinen nach allen ihren Eigenschaften und Relationen; im engern Sinne versteht man darunter nur die wissenschaftliche Kenntniß der Edelsteine nach ihren Eigenschaften. Sie bildet einen Theil der angewandten Mineralogie oder Lithurgik. Die Eigenschaften der Edelsteine
logische, theils physische, theils chemische; es beruht d
kunde wesentlich auf Geometrie, Physik und

Edelsteinkunde hauptsächlich auch den Zweck hat, die Anwendung dieser Mineralien in der Kunst und im bürgerlichen Leben zu zeigen, so ist noch die Technologie als eine wesentliche Hülfswissenschaft mit in ihr Gebiet zu ziehen.

§. 3. Eintheilung der Edelsteinkunde.

Die Edelsteinkunde zerfällt in einen allgemeinen und einen speciellen Theil. Der allgemeine Theil macht uns mit den physischen Merkmalen und der äußern Gestalt der Edelsteine im allgemeinen bekannt, erklärt die gebräuchlichsten Kunstausdrücke und gibt die Methode an, nach welcher man zu verfahren hat, um die Edelsteine zu prüfen und voneinander unterscheiden zu lernen. Ferner beschäftigt er sich mit der Verarbeitung und verschiedenartigen Anwendung derselben und lehrt sie uns als Gegenstände des Handels kennen. Der specielle Theil dagegen beschreibt die Edelsteine nach ihren äußern Eigenschaften und lehrt uns ihre Zusammensetzung und ihr Vorkommen kennen.

§. 4. Hülfsmittel.

Als Hülfsmittel beim Studium der Edelsteine dienen außer dem literarischen Apparate und einer Edelsteinsammlung einige physikalische und chemische Werkzeuge: Löthrohr, Winkelmesser, Wage zur Bestimmung des specifischen Gewichts, verschiedene Feilen zur Prüfung der Härte u. a. m.

Von den literarischen Hülfsmitteln sind hier namentlich folgende zu er

St. Edler von Keeß, Darstellung des Fabrik- und Gewerbwesens im österreichischen Kaiserstaate. Wien 1819.

C. P. Brard, Minéralogie appliquée aux arts etc. 3 Bde., Paris 1821.

J. G. C. Blumhof, Lehrbuch der Lithurgik. Frankfurt 1822.

M. Cohen, Beschreibendes Verzeichniß einer Sammlung von Diamanten u. s. w. Wien 1822.

J. G. Beumenberger, Der vollkommene Juwelier. Weimar 1828.

A. Bürck, Handbuch für Juweliere, Gold- und Silberarbeiter. Weimar 1834.

G. L. C. Müller, Anleitung zur Verfertigung der Glasflüsse, künstlicher Edelsteine u. s. w. Regensburg 1828.

J. R. Blum, Die Schmucksteine und deren Bearbeitung. Heidelberg 1828.

A. F. Fladung, Edelsteinkunde. Wien 1828.

R. von Prechtl, Technologische Encyklopädie. Bd. 4 und 16.

M. Pinder, De adamante commentatio antiquaria. Berlin 1829.

H. Lançon, L'art du lapidaire. Paris 1830.

H. Schultze, Praktisches Handbuch der Juwelierkunst und Edelsteinkunde. Quedlinburg und Leipzig 1830.

R. Blum, Taschenbuch der Edelsteinkunde. Zweite Auflage, Stuttgart 1834.

F. Pietschke, Die Geheimnisse, künstliche Edelsteine u. s. w. herzustellen. Helmstedt 1836.

R. Blum, Lithurgik. Stuttgart 1840.

L. von Könneritz, Mittheilung mannichfaltiger Versuche, Edelsteine kunstgemäß zu schleifen u. s. w. Weimar 1841.

F. A. Quenstedt, Handbuch der Mineralogie. Tübingen 1855.

Fontenelle, Nouveau manuel complet du Bijoutier, du Joaillier, de l'Orfèvre etc. Paris 1855.

J. H. Krause, Pyrgoteles oder die edlen Steine der Alten im Bereiche der Natur und bildenden Kunst, mit Berücksichtigung der Schmuck- und Siegelringe, insbesondere der Griechen und Römer. Halle 1856.

Ch. Barbot, Traité complet des pierres précieuses. Paris 1858.

A. Rudolph, Die edlen Metalle und Schmucksteine. Mit 37 Tabellen. Breslau 1858.

C. F. Naumann, Elemente der Mineralogie. Leipzig 1859.

Th. von Heßling, Die Perlmuschel und ihre Perlen. Mit 8 Tafeln und einer Karte. Leipzig 1859.

Allgemeiner Theil.

Erſter Abſchnitt.
Terminologie oder Kennzeichenlehre der Edelſteine.

Erſtes Kapitel.
Von den Geſtaltsverhältniſſen der Edelſteine.

§. 5. Kryſtalliſirte und amorphe Edelſteine.

Die Edelſteine finden ſich entweder geſetzlich geſtaltet, **kryſtalliſirt**, oder geſtaltlos, **amorph**, d. h. ohne alle geſetzmäßige Form.

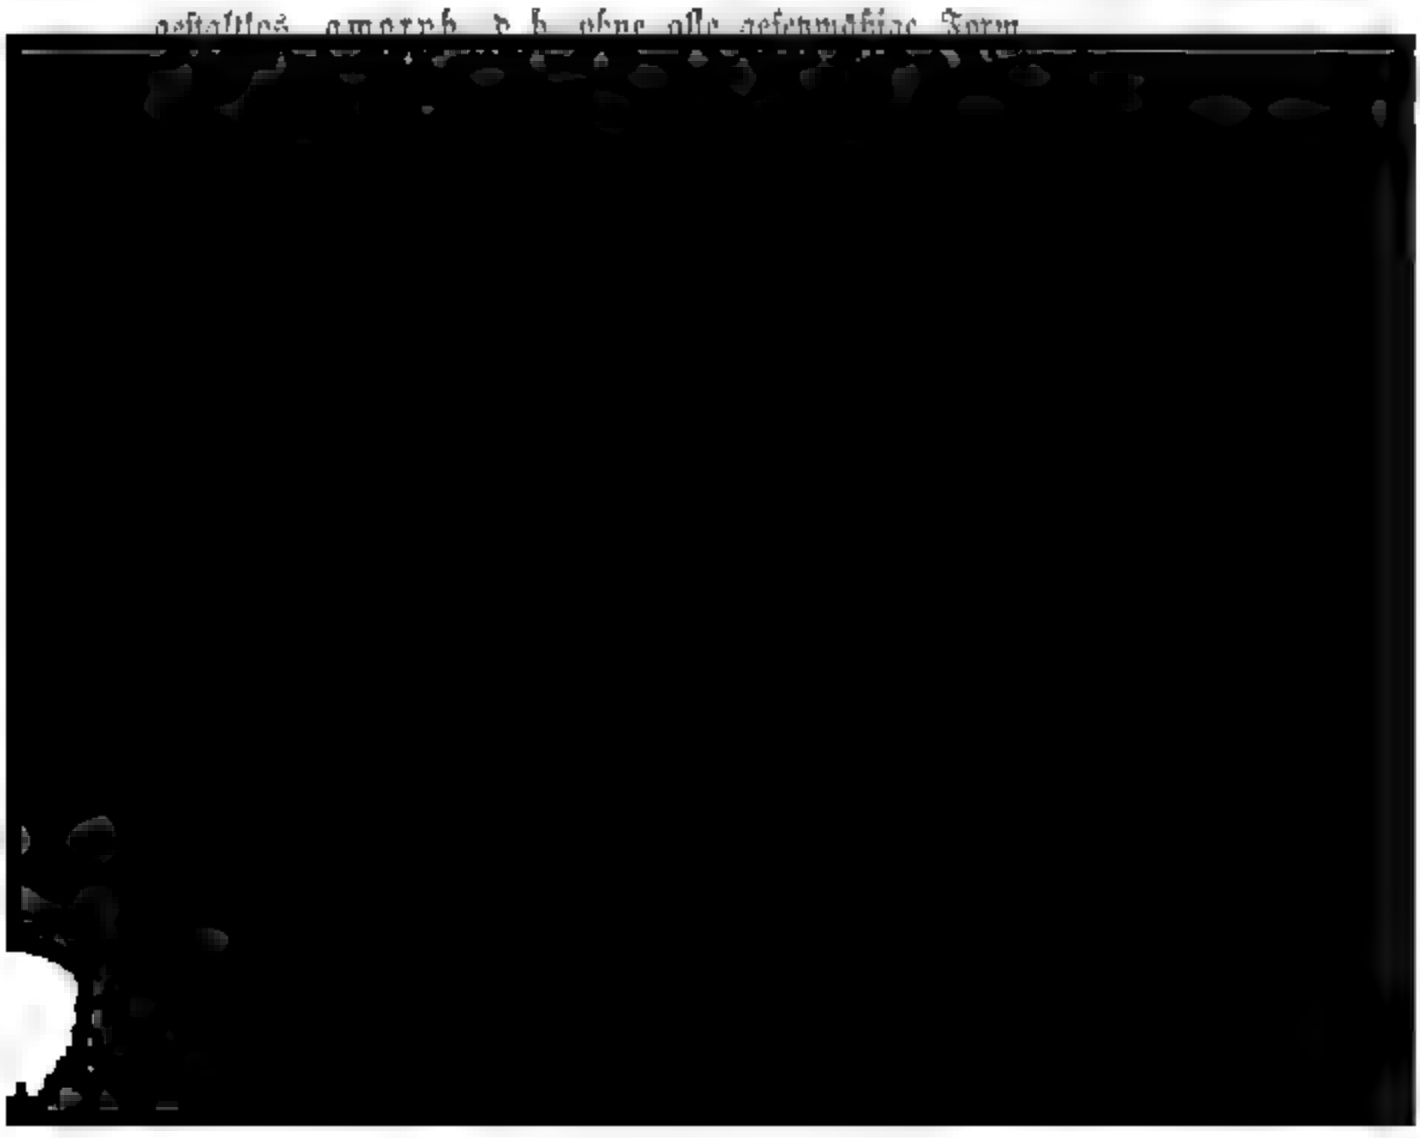

sind nach ihrer Form: dreiseitig, und zwar gleichseitig, gleichschenkelig oder ungleichseitig; vierseitig, hierher gehören, je nachdem die gegenüberliegenden Seiten parallel laufen und gleich sind oder nicht, 1) Parallelogramme: Quadrat oder Tetragon, Rechteck oder Rectangel, Raute oder Rhombus und Rhomboid; 2) Klinogramme: Trapeze und Trapezoide; fünfseitig, Fünfecke oder Pentagone; sechsseitig, Sechsecke oder Hexagone. Flächen, die einander gleich und ähnlich sind und eine gleiche Lage haben, heißen gleichartig, im umgekehrten Falle ungleichartig. — Kanten werden diejenigen Linien genannt, in welchen sich zwei geneigte Flächen schneiden, und der Winkel, unter welchem dies geschieht, heißt Kantenwinkel, der entweder rechtwinkelig, stumpf oder scharf ist. Kanten von gleichnamigen Flächen gebildet, nennt man gleichflächig, im andern Fall ungleichflächig. Gleichartig sind die Kanten, welche gleiche Länge, Lage und Neigungswinkel besitzen. — Ecken, diejenigen Punkte, in welchen drei oder mehr geneigte Flächen der Kanten sich vereinigen, sind gleichartig, wenn sie von gleicher Zahl und Art von Flächen und Kanten gebildet werden. Es gibt drei-, vier-, sechs- oder mehrkantige oder -flächige Ecken. Eine Ecke, in welcher lauter gleiche Kanten auslaufen, heißt gleich- oder einkantig, im entgegengesetzten Fall ungleichkantig; sind bei einer ungleichkantigen Ecke die abwechselnden Kanten gleich, so wird sie symmetrisch genannt.

§. 7. Achsen.

Diejenigen Linien, die man sich durch den Mittelpunkt der Krystalle gelegt, und in der Mitte zweier Flächen oder Kanten, oder der Spitze zweier Ecken, die einander gegenüberstehen und gleich sind, endigend denken kann, werden Krystallachsen genannt. Man unterscheidet daher auch Flächen-, Kanten- und Ecken-Achsen. Hinsichtlich der Zahl der Achsen sind die Krystalle entweder drei- oder vierachsig, je nachdem man drei oder vier zu ihrer Bestimmung anwenden muß. Auch kommt die Stellung der Achsen zueinander in Betracht, ob sich dieselben nämlich im Mittelpunkte der Krystalle unter rechtem oder schiefem Winkel schneiden. Bei der Beschreibung aber sind die Krystalle stets in die Lage zu bringen, daß eine Achse vertical vor den Beobachter zu stehen kommt, und diese nennt man die Hauptachse, während die andern Achsen Quer- oder Nebenachsen heißen. Bei denjenigen Krystallen, welche drei rechtwinkelige gleiche Achsen besitzen, kann jede derselben Hauptachse sein; wo dies aber nicht der Fall ist, wird immer die Achse zur Hauptachse gewählt, welche an dem Krystall die einzige ihrer Art ist. Nach dieser Bestimmung werden auch die Krystalle in viel- und einachsige eingetheilt

Flächen, Kanten und Ecken erhalten, je nach ihrer Lage zur H besondere Benennungen. Liegt dieselbe zwischen Flächen, so werden

flächen, zwiſchen Kanten, End- oder Gipfelkanten, zwiſchen Ecken, Pol- oder Scheitelecken, auch Scheitel genannt. Flächen und Kanten, die in einem Scheitel auslaufen, heißen Scheitelflächen und Scheitelkanten, ſolche die der Hauptachſe parallel laufen, Seitenflächen und Seitenkanten. Kanten, die der Hauptachſe nicht parallel laufen, dieſelbe auch bei ihrer gedachten Verlängerung nicht ſchneiden, nennt man Randkanten, und die Ecken, an deren Bildung letztere theilnehmen, heißen Randecken.

§. 8. Verſchiedenartige Kryſtallformen.

Die verſchiedenen Kryſtallformen unterſcheiden ſich beſonders dadurch, daß ſie entweder von gleichartigen oder von ungleichartigen Flächen umſchloſſen werden; im erſten Falle nennt man ſie einfache, im andern zuſammengeſetzte Formen. Ferner unterſcheidet man geſchloſſene und offene Geſtalten, ſolche, deren Flächen einen Raum vollkommen umſchließen, und ſolche, bei denen dies nicht der Fall iſt. Formen, die als die ſymmetriſchen Hälften oder Viertel von andern angeſehen werden können, werden in Beziehung auf dieſe, welche vollflächig oder homoëdriſch heißen, hemiëdriſche und tetartoëdriſche genannt. Grundform heißt diejenige Form, von welcher alle Geſtalten einer Mineralſpecies abgeleitet werden, während man dieſe abgeleitete Formen nennt.

§. 9. Veränderungen an einer Grundform.

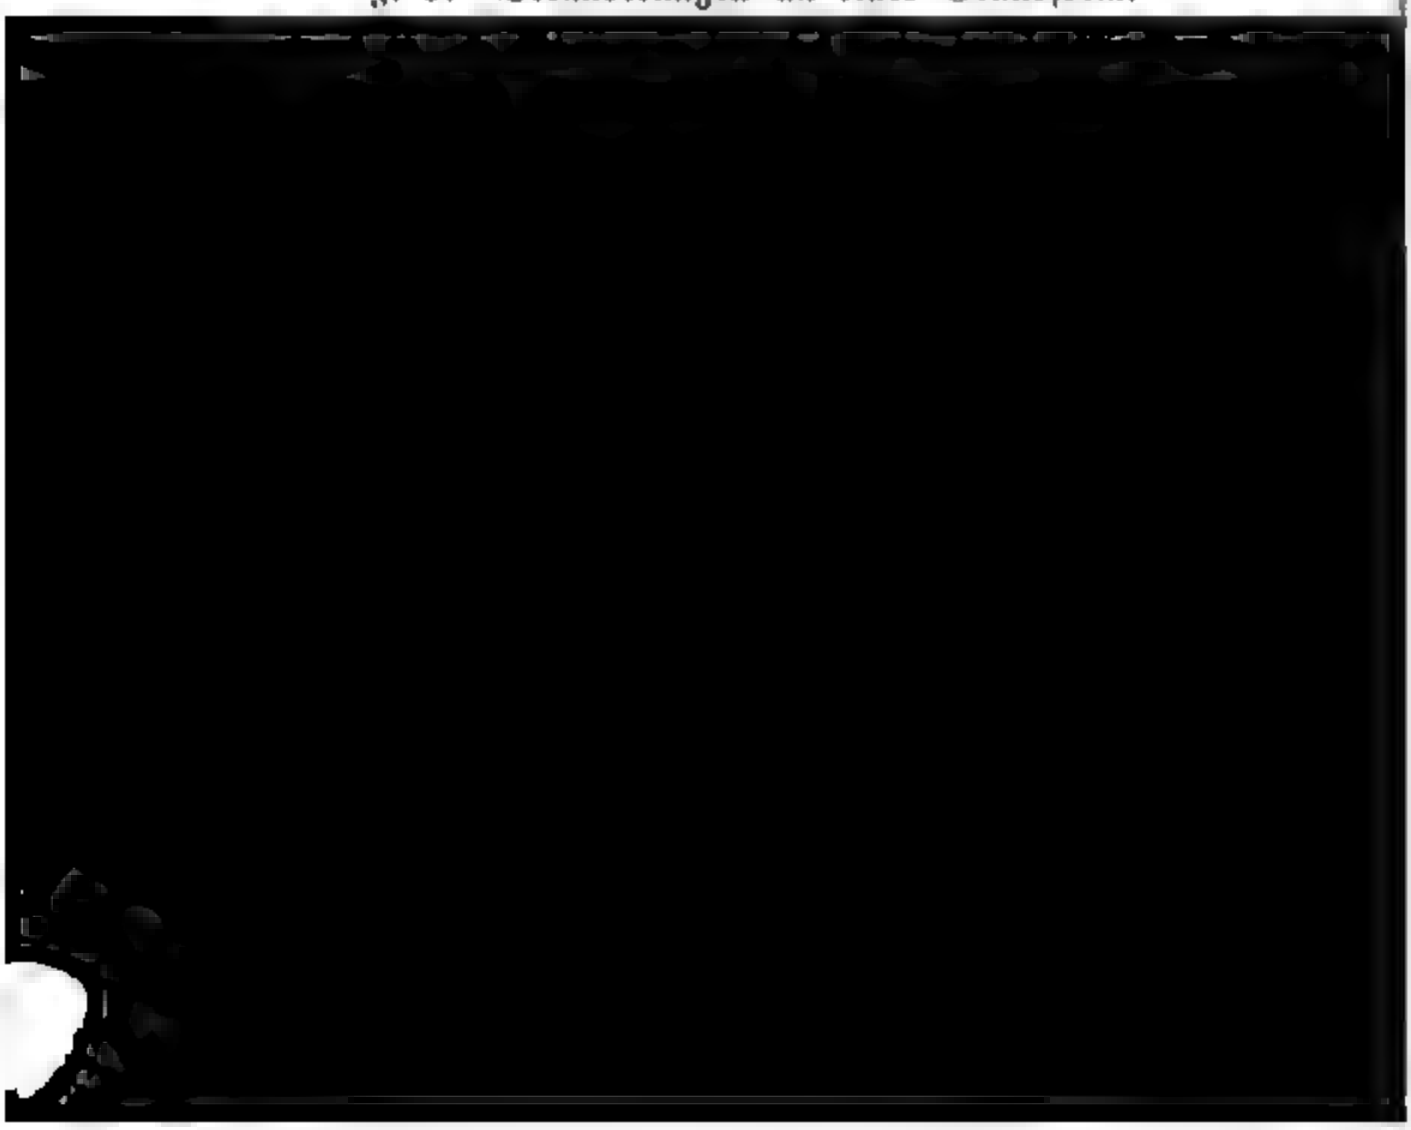

auf die Zahl, die Neigung und Länge der Achsen. Hiernach läßt sich folgendes Schema der Systeme aufstellen:

A. Dreiachsige Gestalten.

a. Alle drei Achsen schneiden sich unter rechten Winkeln.	
α. Alle sind gleich groß	1. Tesseralsystem.
β. Zwei sind gleich, die dritte ist kleiner oder größer	2. Tetragonalsystem.
γ. Alle sind ungleich	3. Rhombisches System.
b. Nur zwei Achsen sind rechtwinkelig, die dritte schiefwinkelig	4. Monoklinoëdrisches System.
c. Alle drei Achsen schneiden sich unter schiefen Winkeln	5. Triklinoëdrisches System.

B. Vierachsige Gestalten.

a. Drei der Achsen liegen in einer Ebene, schneiden sich unter Winkeln von 60° und sind gleich; die vierte, größer oder kleiner als jene, steht senkrecht auf diesen	6. Hexagonalsystem.

In eins dieser Systeme lassen sich alle bisjetzt im Mineralreiche beobachteten Krystalle einordnen. Nie können die Formen eines und desselben Edelsteins zweien Systemen angehören. Jedes dieser Systeme enthält einige wenige Grundformen, von denen wir die vorzüglichsten anführen wollen.

§. 11. Tesseralsystem.

a. Hexaëder (Würfel). Er besteht aus 6 gleichen quadratischen Flächen, diese bilden 8 gleiche Ecken und 12 gleiche Kanten. Die Achsenenden liegen in den Mittelpunkten der Flächen. (Fig. 1.) Flußspath. — b. Octaëder (Achtflächner). Es wird von 8 gleichseitigen Dreiecken umschlossen; die 6 Ecken und 12 Kanten untereinander gleich. Die Achsen verbinden die gegenüberstehenden Ecken. (Fig. 2.) Diamant. Spinell. — c. Rhombendodekaëder (Rautenzwölfflächner). Aus 12 gleichen rhombischen Flächen bestehend, mit 24 gleichen Kanten und 8 dreiflächigen und 6 vierflächigen Ecken. Die Achsen verbinden die gegenüberliegenden vierkantigen Ecken. (Fig. 3.) Diamant. Granat. — d. Tetraëder (Vierflächner). Aus 4 gleichseitigen Dreiecken bestehend, mit 6 gleichen Kanten und 4 gleichen Ecken. Die Achsen verbinden die Mittelpunkte der gegenüberliegenden Kanten. (Fig. 4.) Helvin. — e. Pentagondodekaëder. Von 12 symmetrischen Pentagonen umschlossen, mit 6 regelmäßigen Gipfelkanten und 24 unregelmäßigen Nebenkanten. Die Achsen verbinden die Mittelpunkte der 6 längern Kanten. (Fig. 5.) Diese Formen treten in verschiedenen Combinationen miteinander auf. Auch kommen noch

einige Gestalten hinzu, die besonders benannt werden, wie Tetrakishexaëder, Tetrakisoctaëder, Trapezoëder.

§. 12. Tetragonalsystem.

a. Quadratisches Octaëder (tetragonale Pyramide). Wird von 8 gleichschenkeligen Flächen gebildet, deren Mittelseiten in einer Ebene liegen und ein Quadrat bilden, mit 8 Scheitelkanten und 4 Randkanten, 2 Scheitel und 4 Randecken. Sie sind theils stumpf, theils spitz, je nachdem die Hauptachse kleiner oder größer als die Querachse ist. Die Hauptachse zwischen den Scheitel-, die Nebenachse zwischen den Randecken. (Fig. 6.) Zirkon. — b. Quadratische Säule (quadratisches Prisma). Sie ist zusammengesetzt aus 2 quadratischen Endflächen und 4 rectangulären Seitenflächen, und diese bilden 8 gleiche Randecken, 4 Seiten- und 8 Randkanten. Es gibt niedere und hohe Säulen. Die Achsen verbinden die Mittelpunkte der gegenüberliegenden Flächen. (Fig. 7.) Vesuvian. — Beide Formen kommen in verschiedenen Combinationen vor.

§. 13. Rhombisches System.

a. Rhombisches Octaëder (rhombische Pyramide). Wird von 8 ungleichseitigen Dreiecken gebildet und besitzt 2 Scheitel- und 4 Randecken, von denen 2 stumpf und 2 spitz sind, ferner 4 Randkanten und 8 Scheitelkanten, 4 scharfe und 4 stumpfe. Die drei ungleichen Achsen verbinden die gegenüberliegenden Ecken. (Fig. 8 a. b. c.) — b. Rectanguläre Säule.

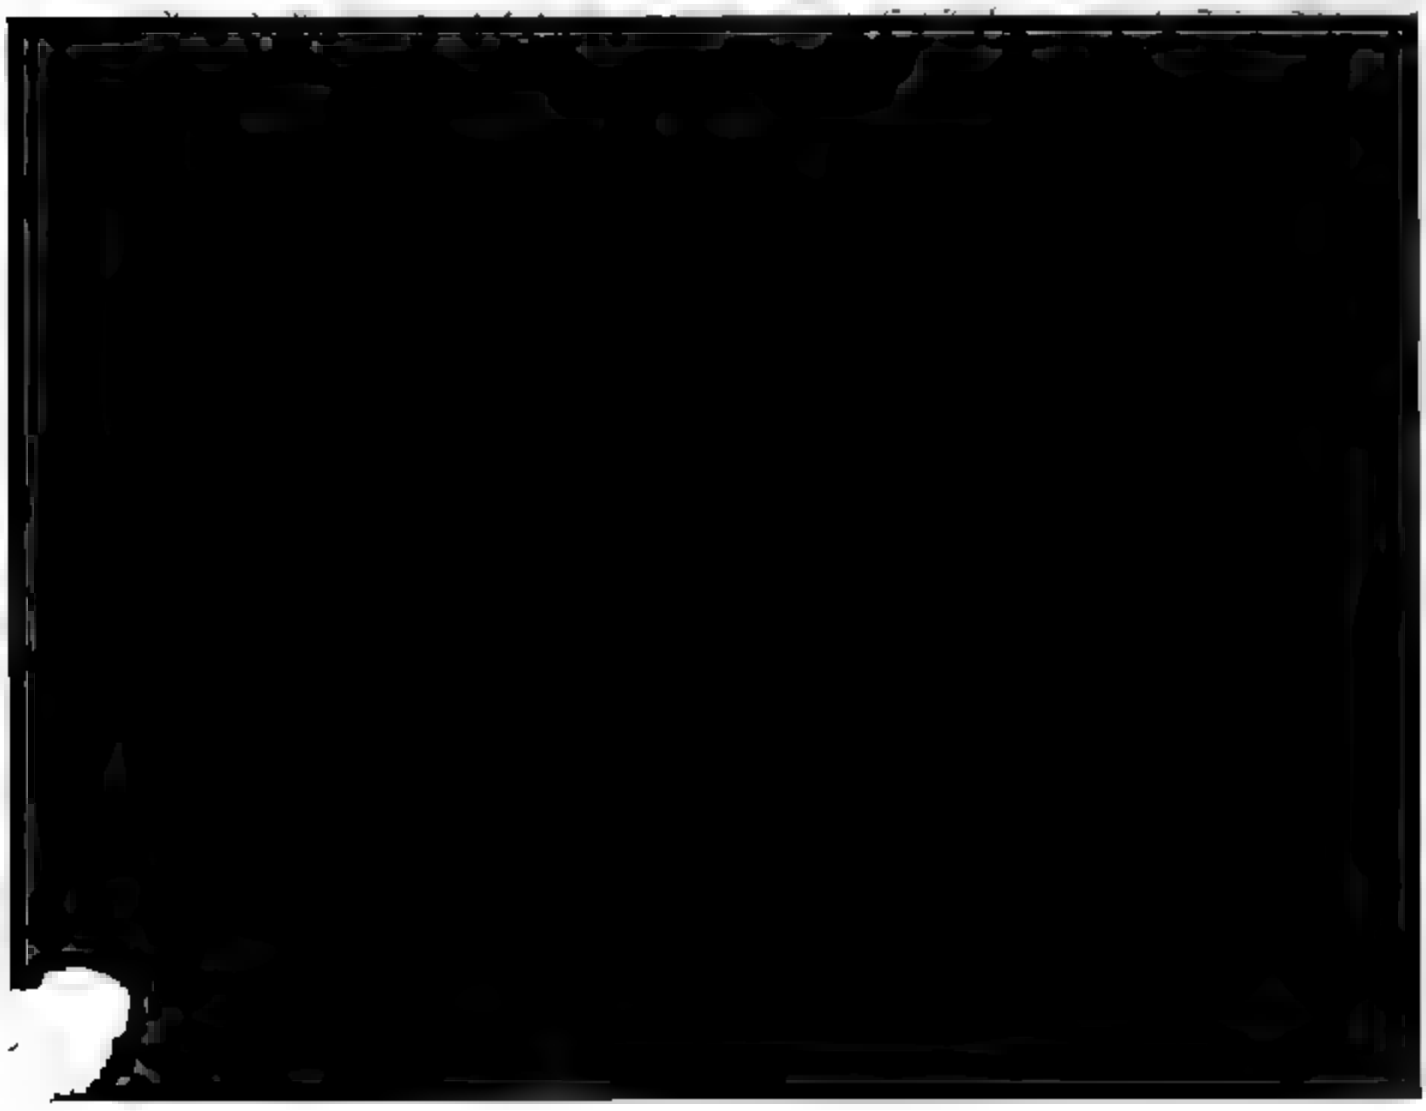

und 2 stumpfen, und 4 Neben-Randkanten, 4 spitzen und 4 stumpfen Ecken. Die Hauptachse verbindet die Mittelpunkte von zwei gegenüberliegenden rectangulären Flächen. (Fig. 12.)

§. 15. Triklinoëdrisches System.

Schiefe rhomboidische Säule. Aus 6 Rhomboiden bestehend, von denen immer zwei gegenüberliegende gleich sind, mit 2 scharfen und 2 stumpfen Seitenkanten, 4 Längen- und 4 Breiten-Randkanten, von denen je 2 stumpf und 2 scharf sind, 2 spitzen und 2 stumpfen Ecken und 4 Seitenecken, von denen ebenfalls 2 spitz und 2 stumpf sind. Die Achsen verbinden die gegenüberliegenden Flächen. (Fig. 13.) Albit, Disthen, Axinit.

§. 16. Hexagonalsystem.

a. Hexagonaldodekaëder (hexagonale Pyramide). Aus 12 gleichschenkeligen Dreiecken bestehend, mit 12 Scheitelkanten und 6 Randkanten, 2 sechsflächigen Ecken, Scheitel, und 6 vierflächigen Randecken. Die Achsen verbinden die Ecken. (Fig. 14.) Bergkrystall. — b. Hexagonales Prisma (sechsseitige Säule). Aus 2 regelmäßigen, sechsseitigen Endflächen und 6 rectangulären Seitenflächen bestehend, mit 12 Randkanten, 6 Seitenkanten und 12 Ecken. Die Hauptachse zwischen den Mittelpunkten der Endflächen, die 3 Nebenachsen zwischen denen der Seitenflächen. (Fig. 15.) Bergkrystall, Amethyst, Beryll, Smaragd. — c. Rhomboëder. Wird von 6 gleichen rhombischen Flächen umschlossen, mit 6 Scheitelkanten, 6 zickzackförmig auf- und absteigenden Randkanten, 2 gleichkantigen Scheiteln und 6 unregelmäßigen dreiflächigen Randecken. Hauptachse zwischen den Scheitelecken, Nebenachsen zwischen den Mittelpunkten der gegenüberliegenden Seitenkanten. (Fig. 16.) Je nachdem die Hauptachse höher oder niedriger als die Nebenachsen ist, wird das Rhomboëder spitz (Fig. 17) oder stumpf (Fig. 18) genannt. Turmalin, Korund.

§. 17. Unvollkommenheiten der Krystallformen.

In der Natur kommen die Krystalle nur selten wie die hier beschriebenen Ideale vor. Meist zeigen sie Abweichungen von der regelmäßigen Gestalt, jedoch nur was die räumliche Ausdehnung einer Fläche betrifft. Die Symmetrie derselben, die Lage gegeneinander und gegen den Mittelpunkt und die Winkel, die sie miteinander machen, bleiben sich immer gleich. Selten sind die Flächen ganz eben und glatt, meist sehen wir sie mit Unebenheiten versehen, die man mit rauh, gestreift und drusig bezeichnet: manchmal sind sie auch gekrümmt, sodaß sattel- oder linsenförmige . oder wie durch eine beginnende Schmelzung · an den 1. Weil die krystallisirende Masse nicht immer r Masse vorhanden ist, oder die umgebende

nach allen Dimensionen ein Hinderniß entgegensetzt, so vergrößern sich die Krystalle oft nur nach einer Seite hin; dadurch werden die einzelnen Flächen ungleich und die Form des Krystalls erscheint dann *verzerrt*. Manchmal findet eine geringe Ausdehnung nach einer Dimension statt, während die beiden andern Dimensionen vorherrschen, dann erscheint der Krystall *tafelartig*; im umgekehrten Falle hingegen ist er *haar-* oder *nadelförmig*. Häufig sind auch die Krystalle nicht ganz mit Masse erfüllt, sodaß sie wie ein Skelet von Kanten und Ecken erscheinen. Die meisten ganz vollständigen Krystalle haben sich ursprünglich in einer sie umgebenden Masse als *einzeln eingewachsene Krystalle* gebildet, und erscheinen als *lose* Krystalle, wenn jene Masse durch Verwitterung zerfällt, oder wenn sie künstlich aus derselben herausgelöst werden. *Aufgewachsene* Krystalle aber, d. h. solche, welche auf einer Unterlage aufsitzen, sind stets unvollständig. Man ist daher manchmal genöthigt, nach einzelnen Theilen eines Krystalls auf dessen ganze Form zu schließen. So groß aber auch diese Unvollständigkeit der Krystalle ist, so hat man doch in den meisten Fällen in der *Beständigkeit des Kantenwinkels* ein Gesetz zur Bestimmung der Formen. Das Messen der Neigungswinkel zweier Krystallflächen zueinander geschieht mit dem *Goniometer*.

§. 18. Hemimorphismus mancher Krystalle.

Eine ganz eigenthümliche, durchaus nicht mit der Hemiedrie zu verwech-

und 2 stumpfen, und 4 Neben-Randkanten, 4 spitzen und 4 stumpfen Ecken. Die Hauptachse verbindet die Mittelpunkte von zwei gegenüberliegenden rectangulären Flächen. (Fig. 12.)

§. 15. Triklinoëdrisches System.

Schiefe rhomboidische Säule. Aus 6 Rhomboiden bestehend, von denen immer zwei gegenüberliegende gleich sind, mit 2 scharfen und 2 stumpfen Seitenkanten, 4 Längen und 4 Breiten Randkanten, von denen je 2 stumpf und 2 scharf sind, 2 spitzen und 2 stumpfen Ecken und 4 Seitenecken, von denen ebenfalls 2 spitz und 2 stumpf sind. Die Achsen verbinden die gegenüberliegenden Flächen. (Fig. 13) Albit, Distben, Axinit.

§. 16. Hexagonalsystem.

a. Hexagonaldodekaëder (hexagonale Pyramide). Aus 12 gleichschenkligen Dreiecken bestehend, mit 12 Scheitelkanten und 6 Randkanten, 2 sechsflächigen Ecken, Scheitel, und 6 vierflächigen Randecken. Die Achsen verbinden die Ecken. (Fig. 14.) Bergkrystall. — b. Hexagonales Prisma (sechseitige Säule). Aus 2 regelmäßigen, sechsseitigen Endflächen und 6 rectangulären Seitenflächen bestehend, mit 12 Randkanten, 6 Seitenkanten und 12 Ecken. Die Hauptachse zwischen den Mittelpunkten der Endflächen, die 3 Nebenachsen zwischen denen der Seitenflächen. (Fig. 15.) Bergkrystall, Amethyst, Beryll, Smaragd. — c. Rhomboeder. Wird von 6 gleichen rhombischen Flächen umschlossen, mit 6 Scheitelkanten, 6 zickzackförmig auf- und absteigenden Randkanten, 2 gleichkantigen Scheiteln und 6 unregelmäßigen dreiflächigen Randecken. Hauptachse zwischen den Scheitelecken, Nebenachsen zwischen den Mittelpunkten der gegenüberliegenden Seitenkanten. (Fig. 16.) Je nachdem die Hauptachse höher oder niedriger als die Nebenachsen ist, wird das Rhomboeder spitz (Fig. 17) oder stumpf (Fig. 18) genannt. Turmalin, Kalkspath.

§. 17. Unvollkommenheiten der Krystallformen.

In der Natur kommen die Krystalle nur selten wie die hier beschriebenen Ideale vor. Meist zeigen sie Abweichungen von der regelmäßigen Gestalt, doch nur was die räumliche Ausdehnung einer Fläche betrifft. Die Symmetrie derselben, die Lage gegeneinander und gegen den Mittelpunkt und die Winkel, die sie miteinander machen, bleiben sich immer gleich. Selten sind die Flächen ganz eben und glatt, meist sehen wir sie mit Unebenheiten versehen, die man mit rauh, gestreift und drusig bezeichnet; manchmal sind sie auch gekrümmt, sodaß sattel- oder linsenförmige Gestalten entstehen, oder wie durch eine beginnende Schmelzung an den Ecken und Kanten zugerundet. Oft ist die krystallisirende Masse nicht immer nach allen Seiten hin in gleicher Menge vorhanden ist, oder die umgebende Masse der Ausbildung des Krystalls

Gestalten genannt, insofern sie sich nämlich mit gewissen Kunst- oder Naturgegenständen vergleichen und danach benennen lassen.

§. 23. b. Krystalldrusen.

Unter einer Krystalldruse versteht man ein Aggregat vieler *nebeneinander* gebildeter Krystalle, welche sich *ohne* eine bestimmte Anordnung auf eine gemeinschaftliche Unterlage dergestalt stützen, daß ihre Stützpunkte auf der *ganzen* Unterlage vertheilt sind. Die Druse hat sich entweder aus ihrer Unterlage *heraus*, oder blos *auf* ihrer Unterlage gebildet; im erstern Falle ist die Unterlage gleichartig mit der Druse, welche dann nur aus den *letzten*, *frei* ausgebildeten Individuen derselben Species besteht, deren Individuen weiter abwärts ein körniges, lamellares oder stengeliges Aggregat bilden. Im zweiten Falle ist die Unterlage theils- und gewöhnlich *ungleichartig*, theils aber auch gleichartig mit der Druse.

Die *Form* der Drusen richtet sich im allgemeinen nach der Form desjenigen Raums, dessen Begrenzungsfläche ihre Unterlage bildet; sie ist also ganz zufällig, bald eben, bald uneben, gewöhnlich sehr unregelmäßig und oft von allen Seiten umschlossen (Drusenhöhle). Bildet die Unterlage einen hohlen, sphäroidischen Raum, so nennt man die Druse eine *Geode*, dergleichen in den größern Blasenräumen der Mandelsteine nicht selten zur Ausbildung gelangt sind.

Krystallinische Aggregate.

ralien der Art sind theils von gleichzeitiger Entstehung mit der sie umschließenden Masse, theils spätere Ausfüllungen hohler Räume. Die erstern zeigen verschiedene Größe und werden theils derb, theils eingesprengt genannt, je nachdem jene einen halben Zoll übersteigt oder nicht. Ausfüllungen von Blasenräumen rufen kugel-, mandel- oder knollenförmige Gestalten hervor. Wurden jedoch Spalten, Klüfte, Adern oder noch dünnere Räume mit Mineralsubstanz erfüllt, so entstanden Platten, Lagen, Anflüge u. s. w.

B. Formen der amorphen Edelsteine.

§. 25. Die amorphen Edelsteine haben manche Formen mit den Aggregaten gemein. Sie erscheinen bei einfacher Ablagerung als kugelige, halbkugelige, knollige, tropfenförmige, cylindrische, zapfenförmige, krustenartige Gestalten; bei wiederholter Ablagerung als wellenförmige Ueberzüge und Decken, als traubige, nierenförmige und stalaktitische Gestalten von sehr verschiedener Größe und Figur.

Auf engen Klüften oder Fugen der Gesteine bilden sich häufig durch Infiltration von Wasser, welches Metalloxyde aufgelöst enthält, die sogenannten Dendriten, feine und zum Theil äußerst zierliche baum- oder strauchähnliche Zeichnungen, die oft für Pflanzenabdrücke gehalten werden. Es sind besonders Eisenoxydhydrat, Eisenoxyd und Manganoxyde, welche dergleichen Dendriten bilden, daher sie bald gelb oder braun, bald roth, bald schwarz erscheinen. Die pflanzenähnlichen Einschlüsse der sogenannten Moosachate sind größtentheils den Dendriten analoge Bildungen.

C. Secundäre Formen der Edelsteine.

§. 26. Alle bisher betrachteten Formen der Edelsteine besitzen den Charakter der Ursprünglichkeit, d. h. sie sind unmittelbar bei der Bildung des betreffenden Minerals entstanden. Es kommen aber auch andere Formen vor, welche diesen Charakter entbehren, und deshalb als secundäre Formen bezeichnet werden. Dahin gehören namentlich die durch Zerstückelung und Zermalmung und durch Reibung und Abschleifung entstandenen Formen. Man bezeichnet dieselben mit den Ausdrücken: scharfkantige und stumpfkantige Stücke, Geschiebe, Gerölle, eckige, platte und rundliche Körner, Sand und Staub.

Zweites Kapitel.

Von den physischen Eigenschaften der Edelsteine.

§. 27. Die physischen Eigenschaften der Edelsteine haften theils ständig an ihrer Substanz, theils werden sie nur vorübergehend Conflict mit einer von außen einwirkenden Kraft oder Materie in

gerufen. Zu den erstern gehören die Cohärenz und Elasticität, die Dichtigkeit oder das specifische Gewicht, und der Magnetismus; zu den letztern die optischen, elektrischen und thermischen Eigenschaften der Edelsteine.

Das Studium derselben ist namentlich für die Praxis von Wichtigkeit, weil man durch dasselbe unmittelbar durch die Sinne nicht nur zu der richtigen Bestimmung eines Edelsteins und zur Untersuchung der Echtheit und Qualität desselben geführt wird, sondern weil es uns auch die wichtigsten Aufschlüsse über die Anwendbarkeit derselben zu technischen Zwecken gibt. Die Untersuchung der physischen Eigenschaften hat vorzüglich auch den Vortheil, daß man dieselbe meistentheils an einem Edelsteine vornehmen kann, ohne irgendetwas an seiner materiellen Wesenheit oder an seiner Mischung zu ändern.

1. Eigenschaften der Cohärenz.

§. 28. Cohärenz ist der gegenseitige Zusammenhang der Massentheile und zeigt sich in dem Widerstande, welchen dieselben jeder mechanischen Trennung entgegensetzen. Bei den Edelsteinen sind besonders in dieser Beziehung zu betrachten:

A. Spaltbarkeit.

§. 29. Die Krystalle zeigen oft, wenn sie zerbrochen oder zerschlagen werden, an den sichtbar gewordenen innern Theilen mehr oder weniger glatte und ebene Flächen, zu denen man durch weiteres Zertheilen parallele Flächen sichtbar machen kann. Dies beruht auf einer den Krystallen innewohnenden

zusammengelegtes Papier, Leder oder Tuch aufzulegen, damit er durch den Widerstand des Holzes bei starkem Schlage mit dem Hammer nicht beschädigt werde.

§. 30. Spaltungsrichtungen.

Manche Krystalle lassen sich nur in einer Richtung, manche in zwei oder mehreren Richtungen spalten und die Spaltungsflächen entsprechen bezüglich ihrer Lage gegen die Achsen wirklich an dem Krystalle vorhandenen Krystallflächen oder solchen Krystallgestalten, welche in dasselbe System gehören und mit den äußern Krystallgestalten auf dieselbe Grundgestalt bezogen werden können.

Nach der Zahl der Richtungen, in welchen sich Blätterdurchgänge zeigen, gibt man an, daß der Krystall einfachen, zweifachen, dreifachen Blätterdurchgang habe, wovon die Gestalt der Spaltungsstücke abhängt. Gewöhnlich sind wenig Blätterdurchgänge vorhanden, welche dabei den einfachern Gestalten der Systeme entsprechen, wie nachfolgende Beispiele zeigen:

An tesseralen Krystallen findet man Spaltungsflächen parallel den Flächen des Hexaëders, wobei die Spaltungsflächen sich rechtwinkelig schneiden, — parallel den Flächen des Octaëders, wobei die Spaltungsflächen sich schiefwinkelig unter einem Winkel von 109° 28′ 16″ und 70° 31′ 44″ schneiden, — parallel den Flächen des Rhombendodekaëders, wobei die Spaltungsflächen sich schiefwinkelig unter einem Winkel von 120° und 60° und rechtwinkelig schneiden.

An quadratischen Krystallen findet man Spaltungsflächen parallel den Basisflächen, — parallel den Flächen eines quadratischen Prisma, wobei die Spaltungsflächen sich rechtwinkelig schneiden — parallel den Flächen einer quadratischen Pyramide, wobei die Spaltungsflächen sich schiefwinklig unter zweierlei spitzen und stumpfen Winkeln schneiden.

An hexagonalen Krystallen findet man Spaltungsflächen parallel den Basisflächen, — parallel den Flächen eines hexagonalen Prisma, wobei die Spaltungsflächen sich schiefwinkelig unter einem Winkel von 120° und 60° schneiden, parallel den Flächen eines Rhomboëders, wobei die Spaltungsflächen sich schiefwinkelig unter spitzen und stumpfen sich zu 180° ergänzenden Winkeln schneiden, — parallel den Flächen einer hexagonalen Pyramide, wobei die Spaltungsflächen sich schiefwinkelig unter mehrerlei spitzen und stumpfen Winkeln schneiden.

Die genaue Kenntniß der Blätterdurchgänge ist namentl[illegible] der Bearbeitung der Edelsteine. Der Schnitt des Dia[illegible] um ein Bedeutendes abgekürzt, da man bei dem[illegible] lich von seiner octaëdrischen Structur Nutzen [illegible] mit großer Vorsicht zu verfahren, da bei de[illegible]

mehrfachen Blätterdurchgang haben, leicht ein anderes Stück als das beabsichtigte hinweggesprengt werden kann. Die Steinschneider verfahren gewöhnlich auf folgende Weise: sie ritzen zuerst den Stein in der Theilungsfläche, die gespalten werden soll, möglichst tief durch einen andern härtern. Ist dies geschehen, so wird derselbe in die für ihn passende Vertiefung eines Bleiklumpen gelegt und dann mittels eines nicht starken Hartmeißels von Stahl, den man in die geritzte Stelle einsetzt, und durch den derben Schlag eines Hammers gespalten.

§. 31. Verschiedene Vollkommenheit der Spaltbarkeit.

Außer der Lage der Spaltungsflächen beurtheilt man auch die Grade der Spaltbarkeit, d. h. man vergleicht die größere oder geringere Leichtigkeit, mit welcher man die Spaltungsflächen erhalten kann, und man vergleicht die Spaltungsflächen nach ihrer Ebenheit und Glätte. Die verschiedenen Abstufungen der Vollkommenheit werden durch die Ausdrücke: sehr vollkommen, vollkommen, ziemlich vollkommen, unvollkommen, undeutlich, unterbrochen, in Spuren spaltbar bezeichnet, welche Ausdrücke vergleichungsweise Bestimmungen sind.

Lassen sich an Krystallen keine Spaltungsflächen auffinden, so nennt man den Blätterdurchgang versteckt, weil man zu dem Schlusse berechtigt ist, daß krystallisirte Minerale Spaltbarkeit besitzen müssen, nur sind uns die Mittel, die Spaltungsflächen sichtbar zu machen, nicht immer bekannt. So zeigt

1) den glatten Bruch, wenn die Bruchflächen keine merkliche Erhabenheit zeigen;
2) den splitterigen Bruch, wenn die Bruchflächen kleine halbabgelöste Splitter zeigen, welche an ihren Rändern infolge der theilweisen Ablösung eine lichtere Farbe zeigen und etwas durchscheinend sind;
3) den erdigen Bruch, wenn durch den geringen Zusammenhalt der Masse auf der Bruchfläche erdige, staub- oder sandartige Theilchen bemerkbar sind.

Die verschiedenen Arten des Bruchs können, wie man schon aus ihrer Unterscheidung sieht, ineinander übergehen, und dasselbe Stück kann gleichzeitig zwei oder mehrere Arten des Bruchs zeigen. So kann z. B. der muschelige Bruch in den ebenen oder unebenen übergehen, der muschelige Bruch glatt oder splitterig oder erdig sein. Auch in verschiedenen Richtungen kann der Bruch abweichen.

C. Härte.

§. 33. Härte nennt man den Widerstand, welchen ein Körper leistet, wenn ein anderer scharfer oder spitziger in ihn einzudringen strebt. Von zwei verglichenen Körpern ist dann derjenige härter, welcher von dem andern nicht angegriffen wird. Um die Härte eines Minerals leichter bestimmen zu können, hat man 10 Mineralien, von welchen immer das folgende etwas härter als das vorhergehende ist, als Maßstäbe angenommen, an welchen man die Härte eines andern Minerals dadurch prüft, daß man untersucht, von welchem dieser bekannten Mineralien letzteres geritzt wird, oder in welches dasselbe noch hineinritzt. Außerdem wendet man auch noch bei der Prüfung sehr zweckmäßig eine Feile, einen Feuerstahl, ein Messer, Glas und den Fingernagel an. Dadurch findet man nun folgende Härtegrade:

Talk = 1, sehr weich; nimmt schon mit dem Fingernagel starke Eindrücke an.

Gips = 2, weich; läßt sich vom Fingernagel nur wenig ritzen, aber leicht mit dem Messer schaben.

Kalkspath = 3, halbhart in geringem Grade; nimmt keinen Eindruck mehr mit dem Fingernagel an, läßt sich aber noch leicht mit dem Messer schaben.

Flußspath = 4, halbhart in mittlerm Grade; läßt sich ziemlich schwer mit dem Messer schaben, wird aber von der Feile stark angegriffen.

Apatit = 5, halbhart in hohem Grade; ritzt nicht oder das Glas, gibt am Stahle keine Feile stark angegriffen.

Feldſpath = 6, hart in geringem Grade; wird noch ziemlich ſtark von der Feile angegriffen, ritzt ſchon ziemlich ſtark das Glas, gibt am Stahle einzelne Funken.

Quarz = 7, hart in mittlerm Grade; die Feile reibt von ihm nur wenig und mit ſtarkem Geräuſch ab, gibt ſtarke und lebhafte Funken am Stahle.

Topas = 8, hart in hohem Grade; die Feile wird eher ſelbſt angegriffen, als daß ſie den Topas angreift.

Sapphir = 9, ſehr hart; ritzt alle Mineralien mit Ausnahme des Diamants.

Diamant = 10, außerordentlich hart; wird von keinem andern Mineral mehr geritzt.

Um die Härte eines Edelſteins zu prüfen, müſſen die Stücke der genannten Minerale in ihrem normalſten Zuſtande genommen werden, wennmöglich Kryſtallſtücke derſelben, und man verſucht das fragliche Mineral mit einem derſelben zu ritzen. Wird es geritzt, ſo iſt die Härte jedenfalls geringer und man nimmt das nächſtniedere; ritzt dieſes auch, ſo nimmt man das nächſtniedere und ſo fort, bis das Mineral der Härteſcala nicht mehr ritzt. Dadurch weiß man, daß das fragliche Mineral entweder dem der Scala gleich iſt oder ein wenig härter. Ritzt z. B. der Apatit nicht mehr, ſo iſt die Härte des fraglichen Minerals entweder = 5, oder etwas über 5, jedenfalls unter 6. Nun verſucht man mit dem Mineral den Apatit zu ritzen, um zu finden, ob

den. Auch der Uhrmacher, der Mechaniker u. a. machen von der Härte der Edelsteine Gebrauch, indem sie nur solche Steine zu Unterlagen der Achsen des Räderwerks wählen, welche härter sind als Stahl.

Die Juweliere wenden zur Bestimmung der Härte vorzüglich die Feile an. Bei geschliffenen Steinen ist dies jedoch nicht rathsam, selbst nicht an den Orten, welche nachher durch die Fassung verdeckt werden, weil sie stets etwas beschädigt werden. Es bilden sich, wenn man auch nur leicht an ihre Oberfläche streift, kleine Flecken, selbst Sprünge, die sich oft mit der Zeit vergrößern. Dagegen ist sie bei rohen Edelsteinen ein gutes Mittel, die Härte zu erforschen; man hat dabei vorzüglich auf den größern oder geringern Widerstand zu achten, den diese Körper der Feile leisten, auf die Menge des Pulvers, welches auf der Feile liegen bleibt, selbst auf das Geräusch, welches beim Streichen verursacht wird, und auf das Abnutzen der Feile selbst. Bei geschliffenen Steinen ist die Stahlspitze vorzuziehen; man kann sie auch bei gefaßten gebrauchen. Nach dem leichtern oder schwerern Ritzen oder Eindringen derselben in den Stein wird dann dessen Härtegrad bemessen.

Die Steinschleifer haben ein prächtiges Mittel in der Hand, die Härte der verschiedenen Edelsteine zu prüfen. Der verschiedene Zeitaufwand, den sie nöthig haben, um verschiedenen Steinen von gleicher Größe auf einer und derselben Scheibe mit einem und demselben Schleifmittel sämmtliche Facetten zu verleihen, könnte als ganz genauer Maßstab für ihre Härte dienen. Leider sind bisjetzt derartige Versuche noch wenig bekannt geworden. So viel ist aber gewiß, daß in den Zahlen der oben angeführten Härtescala durchaus keine mathematischen Abstufungen anzunehmen sind. So ist z. B. zwischen Korund und Diamant bei weitem der größte Abstand, was der Schleifer vor allem aus der Art, wie er beim Schleifen angegriffen wird, wahrnimmt. [1])

Zur Uebersicht und zu bequemerm Gebrauch bei Bestimmung des Härtegrades der wichtigsten Schmucksteine möge hier folgende Tabelle einen Platz finden:

---

1) Während der Anwesenheit des k. k. Raths H. von Hoppe in Paris bekam einer der dortigen Diamantschneider den Antrag, den großen Diamant am russischen Scepter in eine gefälligere Form zu schneiden. Da der Stein 779 Gran wiegt, verlangte der Schneider, nachdem seine Mühle erbaut wäre, welche Tag und Nacht in Bewegung sei, eine Zeit von drei Jahren Steinschneider zum Ueberschneiden desselben Volumens, Wochen verlangte. Sind die Forderungen beide müssen wir schließen, daß ein Diamant 52 m

[redacted]

a. Härte der feinern Edelsteine.

1. Diamant	10.
2. Korund (mit Rubin, Sapphir ꝛc.)	9.
3. Chrysoberyll	8,5.
4. Spinell	8.
5. Topas	8.
6. Beryll (mit Smaragd)	7,5 — 8.
7. Granat	7 — 8.
8. Zirkon	7,5.
9. Almandin	7,5.
10. Pyrop	7,5.
11. Kaneelstein	7,5.
12. Turmalin	7 — 7,5.
13. Cordierit	7 — 7,5.
14. Chrysolith	6,5 — 7.
15. Vesuvian	6,5.
16. Türkis	6.
17. Edler Opal	5,5 — 6.

b. Härte gewöhnlicher Schmucksteine.

1. Andalusit	7 — 7,5.
2. Staurolith	7 — 7,5.
3. Bergkrystall	7.
4. Amethyst	7.
5. Rosenquarz	7.
6. Katzenauge	7.
7. Prasem	7.
8. Aventurin	7.
9. Bernstein	7.
27. Hypersthen	6.
28. Hämatit	5,5 — 6,5.
29. Eläolith	5,5 — 6.
30. Lasurstein	5,5.
31. Cyanit	5 7.
32. Diopsid	5 — 6.
33. Chiastolith	5 — 5,5.
34. Hauyn	5 — 5,5.
35. Manganspath	5 — 5,5.

[redacted]

D. Sprödigkeit.

§. 34. Sprödigkeit heißt die Eigenschaft der meisten Edelsteine, den Zusammenhang ihrer einzelnen Theilchen aufzugeben, sobald eine mechanische Kraft, z. B. Druck, Schlag u. s. w. sie aus ihrer ursprünglichen Lage zu bringen sucht. Die besonders spröden Edelsteine lassen beim Schaben mit einem Messer ein mehr oder weniger starkes Geräusch vernehmen, dabei springen feine Splitter ab, oder es fliegt Staub weg und die geschabte Stelle erscheint glanzlos. Alle spröden Edelsteine sind zugleich zersprengbar, d. h. sie lassen sich durch Hammerschläge mehr oder minder leicht in Pulver verwandeln. Die Zersprengbarkeit steht mit der Härte nicht immer in geradem Verhältnisse. Mineralien, welche sehr hart aber spröde sind, lassen sich oft ungemein leicht zersprengen. So besitzt z. B. Euklas diese Eigenschaft in so hohem Grade, daß er, ungeachtet er härter als Quarz ist, schon bei geringer Erschütterung in viele kleine Theilchen splittert.

2. Specifisches Gewicht.

§. 35. Absolutes und specifisches Gewicht.

Schwere ist das Bestreben eines Körpers, sich dem Mittelpunkte der Erde zu nähern; vermöge dieser Eigenschaft drückt er auf jede Unterlage, welche ihn daran hindern will, und dies wird sein Gewicht genannt. Nimmt man bei Bestimmung desselben keine Rücksicht auf den Umfang des Körpers, so erhält man sein absolutes Gewicht. Das Gewicht eines Körpers verglichen mit dem Gewichte eines andern von gleichem Volumen und ausgedrückt durch die Zahl, welche das Verhältniß angibt, heißt das specifische Gewicht. Zum Maßstabe bei der Vergleichung dient das destillirte Wasser von einer bestimmten Temperatur, indem man das specifische Gewicht desselben = 1 setzt. Man drückt daher das specifische Gewicht eines Körpers durch die Zahl aus, welche angibt, um wie viel das absolute Gewicht desselben über oder unter dem absoluten Gewichte eines gleich großen Volumens destillirten Wassers von einer bestimmten Temperatur steht. Wenn z. B. ein Würfel von (reinem, destillirtem) Wasser 10 (Loth, Gran u. s. w.) wiegt, so wird ein gleichgroßer Würfel von Quarz 26, von Topas 36, von Silber 105, von Gold 196 u. s. w. wiegen und das Gewicht des Wassers, in diesem Beispiel 10, als Einheit genommen und = 1 gesetzt, wird das specifische Gewicht von Quarz = 2,6 sein, von Topas = 3,6, von Silber = 10.5 von Gold = 19,6 u. s. w.

§. 36. Verfahren bei der Bestimmung des speci

Das allgemeine Verfahren bei der Bestimmung
ist folgendes: Zuerst bestimmt man das absolute Ge

den Edelsteins durch Abwägen desselben in der Luft, dann seinen Gewichtsverlust im Wasser oder, was dasselbe ist, das absolute Gewicht eines gleich großen Wasservolumens von einer bestimmten Temperatur. Wie sich nun das absolute Gewicht des Wassers oder der Gewichtsverlust (v) des Minerals im Wasser zum absoluten Gewicht (a) des Minerals verhält, so verhält sich das specifische Gewicht des Wassers (1) zum specifischen Gewicht des Minerals; $v : a = 1 : x$. Man findet daher das letztere, wenn man die Zahl des absoluten Gewichts des Edelsteins durch die Zahl des absoluten Gewichts des Wassers dividirt; der Quotient gibt den Zahlenausdruck für das gesuchte specifische Gewicht oder $x = \frac{a}{v}$.

Das Gewicht eines gleichen Volumens Wasser kann man leicht auf mehrere Arten erfahren. Die eine ist folgende: Man tarirt ein wohlverschließbares, mit Wasser gefülltes Gläschen, wiegt daneben wie gewöhnlich das betreffende Mineral und bringt es dann in das Gläschen. Da dieses voll Wasser war, so ist klar, daß bei dem Hineinbringen des Minerals ein diesem gleiches Volumen Wasser daraus verdrängt werden muß, und hat man das Gläschen wie vorher verschlossen und natürlich das außen adhärirende Wasser gehörig entfernt, so muß der Gewichtsverlust des Ganzen das Gewicht des verlangten gleichen Volumens Wasser (des verdrängten) angeben. Ein Topaskrystall z. B. wiege in der Luft 26,25 Gran = a und verdränge aus dem Gläschen 7,5 Gran Wasser = v, so ist $7{,}5 : 26{,}25 = 1 : x$ und $x = 3{,}5$

wodurch das Gewicht einer gleich großen Waſſermenge gegeben wäre, welche der Stein aus ihrer Stelle verdrängt habe. Setzen wir nun das ſpecifiſche Gewicht des Waſſers = 1,00, ſo erhalten wir folgende Gleichung:

$$5{,}00 : 17{,}65 = 1{,}00 : x, \text{ folglich}$$

$$x = \frac{17{,}65}{5{,}00} = 3{,}53, \text{ welches}$$

das ſpecifiſche Gewicht des Steins wäre.

Da die hydroſtatiſche Wage ein ſehr koſtbares Inſtrument iſt, ſo bedient man ſich zur Ausmittelung des ſpecifiſchen Gewichts der Mineralien des Nicholſon'ſchen Aräometers. Er beſteht aus einem hohlen Cylinder von Meſſingblech A (Fig. 19) und zwei Schalen B und C, die mit dieſem verbunden ſind, und von denen die untere mit Blei gefüllt iſt, um das Inſtrument aufrecht zu erhalten. Das Aräometer wird nun in ein gläſernes Gefäß E, welches mit Waſſer gefüllt iſt, gethan und dann auf folgende Art verfahren:

a. Das Gewicht wird beſtimmt, welches nöthig war, um das Inſtrument bis zu dem Punkt D in das Waſſer zu drücken.

b. Der Stein in die Schale A gelegt, und das Gewicht bemerkt, welches beigefügt werden mußte, um abermals das Aräometer bis zu dem Punkte D in das Waſſer zu drücken.

c. Man wiederholt daſſelbe Experiment, wenn der Stein, der vorher gehörig befeuchtet, und mit Waſſer etwas abgerieben worden iſt, um die an ſeiner Oberfläche hängende Luft zu vertreiben, im Waſſer in der Schale C liegt.

Nun iſt a — b = dem Gewicht des Steins in der Luft und
c — b = dem Gewicht einer dem Stein an Volumen gleichen Waſſermenge.

Es ſeien z. B. bei einem Steine folgende Verhältniſſe gefunden worden:

a = 32,8
b = 7,3
c = 15,8

ſo iſt (a — b) 32,8 — 7,3 = 25,5 Gewicht des Steins in der Luft,
(c — b) 15,8 — 7,3 = 8,5 Gewicht einer gleich großen Waſſermenge.

Man verfährt nun wie oben:

$$8{,}5 : 25{,}5 = 1 : x.$$

$$x = \frac{25{,}5}{8{,}5} = 3{,}0 \text{ ſpecifiſches [illegible] Steins.}$$

In den meiſten Fällen iſt es bei [illegible] da ſeine Angaben doch nicht ganz genau ſind, [illegible] und das Mittel aus deren Reſultaten zu nehmen [illegible] man deſtillirtes Waſſer mit einer Temperatur [illegible]

§. 37. Regeln für die Wägung.

Bei der Bestimmung des specifischen Gewichts der Edelsteine sind besonders folgende Punkte zu berücksichtigen:

1. Das zu wägende Stück muß vollkommen rein, und frei von beigemengten fremdartigen Substanzen sein;

2. Dasselbe muß frei von Höhlungen und Porositäten sein; dies ist besonders dann zu beachten, wenn man eine zusammengesetzte Varietät zu wägen hat.

3. Dasselbe muß vor der Abwägung im Wasser sorgfältig benetzt und gleichsam mit Wasser eingerieben werden, um die der Oberfläche adhärirende Luft zu vertreiben.

4. Saugt das Mineral Wasser ein, so muß man dasselbe sich völlig damit sättigen lassen, bevor man es im Wasser wägt (Opal).

§. 38. Wichtigkeit des specifischen Gewichts.

Das specifische Gewicht liefert für die Kenntniß der Edelsteine ein Merkmal ersten Ranges, und wird leider noch nicht so häufig praktisch angewendet, als es dasselbe verdient. Die verschiedenen Edelsteine haben mit nur wenigen Ausnahmen verschiedenes, dagegen alle Varietäten einer und derselben Species nahezu gleiches specifisches Gewicht. Namentlich wenn man es mit größern,

[redacted]

b. Gewöhnliche Schmucksteine:

1.	Hämatit	5,19 — 5,23.	
2.	Schwefelkies . . .	4,9 — 5,1.	
3.	Malachit	3,6 — 4.	
4.	Cyanit	3,5 — 3,7.	
5.	Staurolith	3,52 — 3,75.	
6.	Manganspath . .	3,5 — 3,6.	
7.	Hypersthen	3,3 — 3,4.	
8.	Diopsid	3,2 — 3,5.	
9.	Pistazit	3,2 — 3,5.	
10.	Diallag	3,2 — 3,3.	
11.	Andalusit	3,1 — 3,2.	
12.	Flußspath	3,1 — 3,2.	
13.	Bronzit	3,0 — 3,5.	
14.	Axinit	3,0 — 3,3.	
15.	Chiastolith	2,9 — 3,1.	
16.	Nephrit	2,9 — 3.	
17.	Lepidolith	2,8 — 3,1.	
18.	Prehnit	2,8 — 3.	
19.	Bildstein	2,8 — 2,9.	
20.	Amethyst	2,7.	
21.	Schillerspath . . .	2,6 — 2,8.	
22.	Labrador	2,62 — 2,74.	
23.	Faserkalk	2,6 — 2,7.	
24.	Speckstein	2,6 — 2,7.	
25.	Bergkrystall . . .	2,65.	
26.	Prasem	2,67.	
27.	Karneol	2,61 — 2,63.	
28.	Chalcedon	2,6.	
29.	Achat	2,58 — 2,69.	
30.	Eläolith	2,58 — 2,64.	
31.	Jaspis	2,56 — 2,76.	
32.	Katzenauge	2,55 — 2,64.	
33.	Adular	2,53 — 2,58.	
34.	Serpentin	2,5 — 2,7.	
35.	Topfstein	2,5.	
36.	Chrysopras	2,5.	
37.	Jaspopal	2,5.	
38.	Hauyn	2,4 — 2,5.	
39.	Lasurstein	2,38 — 2,42.	
40.	Obsidian	2,3 - 2,6.	
41.	Fasergyps	2,2 — 2,3.	
42.	Kascholong	2,2.	
43.	Natrolith	2,17 — 2,26.	
44.	Hydrophan	1,95 — 2,01.	
45.	Gagat	1,35.	
46.	Bernstein . . .	1,080 — 1,085.	

3. Optische Eigenschaften.

§. 40. Optische Eigenschaften werden alle diejenigen Kennzeichen der Edelsteine genannt, welche von dem Einflusse des Lichts herrühren. Dieser Einfluß äußert sich in der Durchsichtigkeit, der Strahlenbrechung, Farbe, dem Glanze und der Phosphorescenz.

A. Durchsichtigkeit.

§. 41. Die meisten Edelsteine haben die Eigenschaft, den Lichtstrahlen ungehindert den Durchgang zu gestatten, diese heißen durchsichtig; sind sie zugleich farblos, so nennt man sie wasserhell. Andere lassen hinter ihnen befindliche Gegenstände nur in undeutlichen Umrissen erkennen, wie der
cedon, diese nennt man halbdurchsichtig; wieder ander
verstärktem Licht die hinter ihnen befindlichen Gegenstand
einmal in deutlichen Umrissen erkennen, sie heißen dur
und sind in noch geringerm Grade der Durchsichtigkeit a

ſcheinend; undurchſichtig endlich heißen ſolche, welche keinem Lichte den Durchgang geſtatten.

B. Strahlenbrechung.

§. 42. Einfache Strahlenbrechung.

Tritt ein Lichtſtrahl in ſchiefer Richtung aus einem durchſichtigen Mittel (Luft) in ein anderes, z. B. einen durchſichtigen Kryſtall, ſo wird er an der Grenze plötzlich von ſeiner urſprünglichen Richtung abgelenkt oder gebrochen. Iſt z. B. in Fig. 20 a b die Scheidegrenze zweier durchſichtigen Mittel, z. B. von Luft und Glas oder Luft und Waſſer und trifft ein Lichtſtrahl dieſe in der ſchiefen Richtung l m, ſo wird er gebrochen, d. h. er geht nach einer andern Richtung, z. B. nach der Linie m i fort. Der Punkt m heißt dann der Einfallspunkt, die die Scheidegrenze a b in m rechtwinkelig durchſchneidende Linie k o das Einfallsloth, der Winkel x der Einfallswinkel und der Winkel y der Brechungswinkel. Nähert ſich der gebrochene Strahl wie bei m i dem Einfallslothe, ſo ſagt man, er werde zum Einfallslothe gebrochen, entfernt er ſich aber weiter von demſelben, ſo ſagt man, er werde vom Einfallslothe gebrochen. Beſchreibt man aus dem Einfallspunkte m einen Kreis und zieht aus den Punkten l und i ſenkrechte Linien auf den Durchmeſſer k o oder auf das Einfallsloth, ſo iſt s der Sinus des Einfallswinkels und s′ der Sinus des Brechungswinkels. Das Verhältniß der erſten Linie zur zweiten heißt das Brechungsverhältniß. Dieſes drückt

winkel gerade so groß, daß der Brechungswinkel 90° wird, so geht der Lichtstrahl mit verstärkter Intensität längs der Scheidegrenze der brechenden Mittel fort. Wenn beim Wasser der Einfallswinkel 90° beträgt, so ist der Brechungswinkel erst $48^1/_2$ Grad, alles Licht, was unter einem größern Winkel aus Wasser in die Luft heraus will, wird im Wasserspiegel total reflectirt. Daher nennt man $48^1/_2{}^0$ den Grenzwinkel. Der Diamant hat sogar einen Grenzwinkel von 23° 53′, daher kann kaum mehr als der vierte Theil des Lichts direct heraus, das übrige wird zuvor an der Oberfläche zurück- und im Steine hin- und hergeworfen, in Farben zerlegt, worauf vorzugsweise die Pracht seines Anblicks beruht.

Wenn ein Lichtstrahl durch ein Mittel geht, welches parallele Oberflächen hat, wie z. B. eine Glastafel, und auf beiden Seiten von einem dünnern gleichartigen Mittel, z. B. Luft begrenzt wird, so ist die Richtung des einfallenden Lichtstrahls mit der des ausfallenden parallel, und man erblickt durch ein auf diese Weise begrenztes Mittel jeden Gegenstand in derselben Richtung; denn um ebenso viel als das Licht beim Eintritte ins Glas zum Einfallsloth gebrochen wird, um ebenso viel wird es auch wieder beim Austritt aus demselben vom Einfallslothe abgelenkt. Ist der Körper aber etwas stark und fällt das Licht sehr schief auf, so entsteht schon eine etwas bemerkbare Verrückung des Lichtstrahls.

In noch höherm Grade aber ist dies der Fall, wenn man einen Gegenstand durch geneigte Flächen (Prisma) betrachtet. In Fig. 21 heißt die Kante k die brechende Kante, und sie verschiebt die Gegenstände um so mehr, je größer ihr Winkel ist, und zwar nach der Gegend hin, wo sie liegt. Fällt z. B. ein Lichtstrahl o auf die Fläche des Prismas, so muß er beim Eintritt dem Perpendikel p zu, beim Austritt von p′ ab gebrochen werden, also eine doppelte Ablenkung erfahren und das Auge o meint nun den Gegenstand a in a′ zu sehen: bei horizontaler nach oben gerichteter Kante k wird das a bedeutend gehoben, bei verticaler bedeutend zur Seite geschoben. Nimmt man z. B. einen Axinitkrystall in die linke Hand und legt eine seiner scharfen Kanten aufrecht gegen einen Finger der rechten Hand und sieht man nun direct gegen das Fensterlicht, so ist das Prisma dunkel; sowie man aber rechtsum vom Fenster wegsieht, so wird es plötzlich ganz durchleuchtet, weil erst bei dieser schiefen Stellung zum Fenster das Licht direct ins Auge treten kann. Oder sieht man durch die Endflächen eines brillantirten Quarzes senkrecht gegen ein Licht, so kann man den Brillant leicht so stellen, daß in der Mitte nur ein einziges Licht wahrgenommen wird, bei jeder Wendung des Kopfes treten da erst Reihen von Lichtern ins Auge.

§. 43. Zerstreuung des Lichts.

Sobald das Licht durch ein Prisma gegangen ist, findet stets eine Zerstreuung der Lichtstrahlen statt. Es entsteht ein Spectrum mit den bekannten sieben Farben, aus welchen das weiße Sonnenlicht besteht. Man sieht diese Farben nicht blos durch das Prisma, sondern man kann sie auch auf eine Wand fallen lassen. Das Lichtbündel zeigt sich dann in die Länge gezogen. Das Spectrum wird um so länger, je grösser der Einfalls- und Brechungswinkel und je ferner die Wand vom Prisma ist. Dann ist aber auch die Mineralsubstanz von wesentlichem Einfluß.

Das Roth, unter allen die brennendste Farbe, wird am wenigsten gebrochen, muß also allemal der brechenden Kante zuliegen. Die stärkste Brechung widerfährt dem Violett am entgegengesetzten Ende, dazwischen liegen vom rothen zum violetten Pole Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo. Grün und Blau stechen darunter am stärksten hervor, Fig. 22. Diese prismatischen Farben sind einfache (homogene) Farben, und werden durch ein zweites Prisma angesehen nicht wieder zerlegt. Aus der Länge des Spectrums geht hervor, daß die Farben der Lichtstrahlen verschieden gebrochen werden. Da nun aber die verschiedenen Substanzen in dieser Beziehung sehr verschieden sich verhalten, so gibt man immer die Differenz der Brechungsexponenten für rothes und violettes Licht an, und bekommt damit die totale Dispersion, die man wohl von der partiellen unterscheiden muß, welche einzelne sich näher anliegende

spath) zu erkennen, an welchen sie auch zuerst von Erasmus Bartholin entdeckt worden ist.

§. 45. Achsen der doppelten Strahlenbrechung.

Nicht in allen Richtungen, in welchen ein Lichtstrahl durch dergleichen Körper gehen kann, erfolgt diese doppelte Brechung. Es befinden sich nämlich in solchen Körpern eine oder zwei gerade Richtungen, nach welchen sich das Gesetz dieses Phänomens bestimmt. Man nennt sie die optischen Achsen oder die Achsen der doppelten Brechung. Lichtstrahlen, welche mit einer optischen Achse parallel durch die Körper gehen, werden nicht doppelt gebrochen; bei allen andern Richtungen aber tritt diese doppelte Brechung ein. Uebrigens ist die Größe derselben oder das Brechungsverhältniß zwischen beiden gespaltenen Strahlen bei den verschiedenen Körpern auch verschieden und bei manchen sehr gering.

Je nachdem nun ein oder zwei solche Richtungen vorhanden sind, unterscheidet man optisch einachsige und optisch zweiachsige Krystalle. Die Krystalle des tetragonalen und hexagonalen Systems sind optisch einachsig, die Krystalle der übrigen drei Systeme dagegen optisch zweiachsig. Bei jenen fällt die Brechungsachse mit der Hauptachse des Krystalls in einerlei Richtung; bei den optisch zweiachsigen Krystallen ist die den Neigungswinkel der beiden Brechungsachsen halbirende Linie, die Mittellinie, einer der Krystallachsen parallel und gegen die andern entweder rechtwinkelig oder schiefwinkelig geneigt.

Bei manchen Krystallen wird der ungewöhnliche Strahl weniger als der gewöhnliche oder mehr von der Achse abwärts, bei andern stärker oder mehr gegen die Achse hin gebrochen; jene pflegt man Krystalle mit repulsiver oder negativer, diese Krystalle mit attractiver oder positiver Brechungsachse zu nennen.

Läßt man das Licht durch zwei parallele Flächen eines rhomboëdrischen Krystalls oder Bruchstücks vom Doppelspath hindurchgehen, so erscheinen alle Gegenstände hinter ihm verdoppelt, in der Richtung seiner Hauptachse hingegen einfach. Der ungewöhnliche Strahl liegt, wenn das Licht senkrecht auf die Fläche einfällt, mit dem einfallenden Strahle in einer Ebene und zwar in dem durch die Brechungsachse und zwei stumpfe Kanten gelegten Hauptschnitte des Rhomboëders; er wird von dem gewöhnlichen Strahl in eben dieser Ebene um einen Winkel von 6° 15′ abgelenkt, daher der Kalkspath eine repulsive Brechungsachse hat. Das [redacted] Strahl entsprechende Bild liegt etwas höher als [redacted] im Umdrehen des Krystalls in immer gleich[redacted] unverrückt bleibt.

[redacted] iver Brechungsachse gehören [redacted] Smaragd, Turmalin,

Vesuvian, Kerbelin u. a.; zu den optisch einachsigen Krystallen mit attractiver Brechungsachse der Farben. Optisch zweiachsige Krystalle, bei welchen sich die doppelte Strahlenbrechung deutlich wahrnehmen läßt, sind der Topas, Chrysolith, Euklas u. s. w.

§. 46. Verfahren, die doppelte Strahlenbrechung sichtbar zu machen.

Nur wenige doppelt brechende Substanzen, wie Doppelspath, salpetersaures Natron, Schwefel, geben bei parallelen oder wenig geneigten Flächen ein doppeltes Bild. Bei allen Edelsteinen ist die Divergenz zwischen dem ordentlichen und außerordentlichen Strahle so gering, daß, wenn man einen Krystall auf einen feinen Gegenstand, z. B. auf Druckschrift legt, man doch, weil die beiden Bilder nur sehr wenig auseinander fallen, die Buchstaben nur einfach, nicht doppelt sieht. Beim Kalkspath treten senkrecht gegen die optische Achse, also in der Richtung der krystallographischen Hauptachse, die Bilder am weitesten auseinander; hier wird der außerordentliche Strahl $e = 1{,}483$ und der ordentliche $o = 1{,}654$ (Differenz $= 0{,}171$) gebrochen. Je größer bei einem Mineral diese Differenz und je dicker der Krystall, desto weiter treten die Bilder auseinander. Beim Bergkrystall ist $o = 1{,}548$ und $e = 1{,}548$ bis $1{,}558$, also die Differenz $= 0{,}01$ nur $^1/_{17}$ von der des Kalkspaths; die Stücke müssen 17 mal dicker sein, wenn sie gleiche Wirkung wie beim Kalkspath hervorbringen sollen. Bei einem Prisma treten die Bilder weiter auseinander und zwar um so mehr, je größer der brechende Winkel und je entfernter der

[redacted]

brechung veranlaßt, ſtets weit ſchwächer als die wahren, es iſt ihnen eine andere Richtung eigen, ſie ſtehen höher oder tiefer. Riſſe im Innern der Steine können ebenfalls eine Täuſchung verurſachen, welche leicht durch die beträchtliche Entfernung beider Bilder voneinander erkannt wird; auch mehr als zwei Bilder nimmt man öfter wahr, und dieſe erſcheinen ſelbſt zuweilen verkehrt.

Der franzöſiſche Phyſiker Babinet empfiehlt bei Steinen, die über einen Centimeter (etwa 4 Linien) dick ſind, folgendes Verfahren: Man ſpannt einen nicht gedrehten Seidencoconfaden unterhalb der Kryſtallplatte auf und betrachtet ihn durch den Kryſtall hindurch durch eine Lupe mit 3 — 4 Centimeter Focus. Der Faden erſcheint dann doppelt. Wäre dies nicht der Fall, weil die beiden parallelen Flächen zufällig gerade ſenkrecht zur Achſe wären, ſo genügt es, den Kryſtall ein wenig zu neigen, um die doppelte Brechung hervortreten zu ſehen. Wendet man ſtatt des Coconfadens die Spitze einer Nähnadel an, die allerdings nicht ſo fein iſt, ſo gelingt das Experiment auch, wenn auch weniger gut.

Das einfachſte Mittel, was ſich auch bei dünnern Steinen anwenden läßt und von Perſonen, die im Gebrauch der Lupe nicht ſehr geübt ſind (und deren gibt es allerdings ſehr viele), gibt Haidinger an. Es beſteht in Folgendem: Man ſieht durch zwei gegeneinander geneigte Flächen des Steins (bei geſchliffenen am beſten durch die Tafel und eine Facette der Culaſſe) nach einer 12—15 Fuß entfernten Kerzenflamme, die an einer dunkeln Wand aufgeſtellt iſt. Man erkennt dann deutlich zwei unmittelbar nebeneinander liegende Bilder der Lichtflamme, die von farbigen Säumen umgeben ſind.

§. 47. Wichtigkeit der doppelten Strahlenbrechung.

Durch die Unterſuchung der doppelten Strahlenbrechung hat man ein treffliches Mittel in der Hand, zunächſt alle Glasflüſſe von den Edelſteinen zu unterſcheiden, die nicht im teſſeralen Syſteme kryſtalliſiren, da die erſtern das Licht nur einfach brechen. Aber auch manche Edelſteine, die man ſonſt miteinander verwechſeln könnte, laſſen ſich dadurch auf ihre Echtheit prüfen; zum Beiſpiel Diamant, Spinell, Almandin brechen das Licht einfach, man wird ſie daher nicht für Topas, Hyacinth oder Rubin halten können, wenn man ſie obigen Proben unterwirft.

§. 48. Polariſation des Lichts.

Alle Kryſtalle, welche doppelte Strahlenbrechung zeigen, haben auch die Eigenſchaft, das Licht zu polariſiren; das heißt, wenn man die gebrochenen Strahlen auf einem rechten Winkel fallen läßt, ſo wird der gewöhnliche zurückgeworfen. Gibt man dagegen $5^1/_2{}^0$ gegen den reflectirten Strahl, ſo wird der gewöhnliche aber zurückge-

worfen. Es zeigen demnach beide Strahlen verſchiedene polariſche Eigenſchaften. Zur Prüfung der Mineralien auf ihre lichtpolariſirenden Eigenſchaften bedient man ſich der dazu eigens conſtruirten Polariſationsinſtrumente, oder, noch bequemer, der in die zwei Ringe einer aus Meſſingdraht gefertigten Schere oder Zange beweglich gefaßten, parallel mit der Hauptachſe geſchliffenen, durchſichtigen Turmalinblätter. Haben beide derſelben einerlei Richtung, ſo ſind ſie durchſichtig; dreht man eine derſelben ſo, daß die Achſen ſich rechtwinkelig kreuzen, ſo werden ſie undurchſichtig oder doch ſehr dunkel. Bringt man in dieſem Zuſtande ein dünnes Blättchen des zu unterſuchenden Minerals zwiſchen die (gekreuzten) Turmalinblätter und die Durchſichtigkeit wird hergeſtellt, ſo iſt das Mineral doppelt brechend; bleibt aber die Dunkelheit, ſo iſt es einfach brechend. Einachſige Mineralien zeigen unter dem Polariſationsinſtrumente einen farbigen Ring mit ſchwarzem oder weißem Kreuz, doppelachſige dagegen ſtatt des Kreuzes nur einen einfachen Streifen oder zwei)(förmige Halbringe.

C. Farbe.

§. 49. Weſentliche und zufällige Farben.

Unter Farbe verſtehen wir den eigenthümlichen Eindruck, den das von den Körpern zurückgeworfene Licht auf das Auge macht. Die Farben werden an den Mineralien entweder an der Oberfläche oder durch die ganze Maſſe hindurch wahrgenommen und erleiden durch die Grade der Durchſichtigkeit, die Arten des Glanzes, die Geſtaltverhältniſſe und durch die chemiſche Beſchaffen

§. 50. Quantität der Farben.

Um den Grad der Farbe zu bezeichnen, genügen die Ausdrücke: dunkel oder tief, wenn die Farbe ins Schwarze fällt; hoch, wenn sie rein und dabei zugleich concentrirt oder von der größten Intensität ist; licht oder hell, wenn sie etwas ins Weiße zieht; blaß, wenn sie sehr stark ins Weiße fällt. Außer ihnen läßt sich auch der Eindruck der Quantität mit Beziehung auf gewisse Farben durch die Worte: lebhaft, brennend, frisch, matt, zart, sanft, verschossen, verwaschen, düster, unangenehm, schmuzig u. s. w. angeben. Um die verschiedenen Töne einer Farbe mehrerer Steine zu vergleichen, muß man den Stein sehr nahe an das Auge bringen, sodaß das zurückgeworfene Licht aufgefangen wird. Man erhält im Vergleich zu der gewöhnlichen Art, Farben zu beurtheilen, sehr auffallende Unterschiede durch diese Beobachtungsweise.

§. 51. Qualität der Farben.

Der Qualität nach sind die Farben zunächst metallische oder unmetallische, je nachdem die Mineralien den sogenannten Metallglanz besitzen oder nicht. Bei den Edelsteinen kommen nur die Farben der zweiten Art vor. Der Künstler nimmt bekanntlich nur drei Grundfarben an: Roth, Gelb und Blau, weil er daraus alle andern mischen und durch Zusatz von Weiß und Schwarz auch alle Töne hervorbringen kann. Braun ist nur ein dunkler Ton von Gelb, denn das ziemlich reine Gelb des Gummigutt sieht auf trockener Oberfläche braun aus. Stellt man die drei Hauptfarben in einen Kreis, so liegen dazwischen die drei Hauptmischfarben: Orange (gelbroth), Violett (blauroth) und Grün (ein so vollkommenes Gemisch von Blau und Gelb, daß darin das Auge keine der Grundfarben wiedererkennt), also

Roth.

Orange. Violett.

Gelb. Blau.

Grün.

Da nun ferner zwischen Weiß und Schwarz das Grau liegt, so sollte man neun Hauptfarben unterscheiden, nämlich fünf Grundfarben: Weiß, Schwarz, Blau, Gelb, Roth, und vier Hauptmischfarben: Grau, Grün, Violett, Orange. Für gewöhnlich legt man jedoch auf Violett und Orange kein Gewicht, sondern hebt statt dessen Braun hervor, und so erhält man folgende acht Charakterfarben, die den Charakter der Hauptfarbe am reinsten an sich tragen:

1. Schneeweiß, carrarischer Marmor;
2. Aschgrau, Kalkepidot vom Fichtelgebirge;
3. Sammtschwarz, Obsidian;
4. Berlinerblau, Sapphir, Cyanit;

5. Smaragdgrün, Smaragd, Malachit;
6. Citronengelb, Auripigment;
7. Karminroth, Rubin;
8. Kastanienbraun, Nilkieſel.

Jede Farbe hat nun ihre Schattirungen (Varietäten, Tingirung); dieſer wird es natürlich ſo viele geben, als man überhaupt miſchen kann. Die Beimiſchungen, durch welche ſich dieſe Charakterfarben in andere umändern, geſchehen am häufigſten durch die verwandten Hauptfarben, und zwar in den verſchiedenſten Mengenverhältniſſen. So entſteht unter jeder Hauptfarbe eine Anzahl von Farbenarten, die zuerſt von Werner genauer beſtimmt worden ſind.

a. **Weiße Farben:**

1. Schneeweiß, das reinſte Weiß, die Farbe des friſchgefallenen Schnees; einige Varietäten von Marmor und Alabaſter.
2. Röthlichweiß; manche dichte Quarze, Feldſpath, Flußſpath, Andaluſit, Gips.
3. Bläulichweiß oder milchweiß, ein reines Weiß mit Undurchſichtigkeit oder Halbdurchſichtigkeit und einem Schein ins Bläuliche verbunden; Opal, Milchquarz, Chalcedon.
4. Gelblichweiß; viele Kalkſteine, Opal.
5. Grünlichweiß; Amianth, Flußſpath, Cöleſtin.
6. Graulichweiß; ſehr häufig vorkommend.

5. Röthlichschwarz, seltene Farbe; Manganepidot.
6. Blaulichschwarz; Flußspath.

d. **Blaue Farben**, stehen dem Schwarz am nächsten, besonders durch Kobalt, Eisen, auch durch Chrom erzeugt:

1. Schwärzlichblau; Kupferlasur, Flußspath.
2. Lasurblau, hat einen Stich ins Roth, sehr feurig; Lasurstein.
3. Violblau, Roth und Blau im Gleichgewicht; Amethyst, Flußspath.
4. Lavendelblau, Violblau mit viel Aschgrau, etwas licht; Andalusit, Chalcedon, Basaltjaspis.
5. Pflaumenblau, ein röthlich Violblau; Spinell, Flußspath, Zirkon.
6. Berlinerblau, ein tiefes, feuriges, reines Blau; Sapphir, Cyanit.
7. Smalteblau, ein reines Blau mit Weiß; erdige Kupferlasur.
8. Indigoblau, ein schwarzes Blau mit einem Stich ins Grün; Lazulith, Turmalin.
9. Entenblau, ein schwarzes Blau mit viel Grün; Moroxit.
10. Himmelblau, ein weißes Blau mit Grün; Türkis.

e. **Grüne Farben**, hauptsächlich durch Chrom, Nickel, Kupfer, Eisen erzeugt:

1. Spangrün, hat viel Blau; Amazonenstein, Türkis.
2. Seladongrün, Spangrün mit Grau; Prasem, Beryll.
3. Berggrün, ein blasses Spangrün mit viel Grau; Beryll, Flußspath.
4. Lauchgrün, ein dunkles, etwas schmuziges, ins Graue und Bräunliche spielendes Grün; Prasem, Heliotrop, Epidot.
5. Smaragdgrün, das reinste Grün; Smaragd, Malachit.
6. Apfelgrün, ein reines weißes Grün, kaum mit einem Stich ins Gelb; Chrysopras.
7. Pistaziengrün, ein dunkles Grün mit viel Gelb; Pistazit, Chrysolith, Idokras.
8. Schwärzlichgrün; Serpentin.
9. Olivengrün, ein dunkles Grün mit etwas Grau; Olivin, Granat, Pechstein.
10. Grasgrün, ein reines Grün, etwas ins Gelbe spielend; Diopsid.
11. Spargelgrün, Blaßgrün mit viel Gelb; Chrysoberyll, Spargelstein.
12. Oelgrün, Grün mit viel Grau und Gelb; Beryll.
13. Zeisiggrün, ein reines, lichtes, stark mit Gelb gemischtes Grün; Helvin.

f. **Gelbe Farben**, besonders durch Eisen

1. Schwefelgelb, ein lichtes Gelb
   Grün; Schwefel.
2. Strohgelb, blasses Gelb mit

3. Wachsgelb, ein blasses, ins Graue und Bräunliche fallendes Gelb; Opal, Bernstein.
4. Honiggelb, ein dunkles Gelb mit einem Stich ins Roth; Flußspath, Topas, Bernstein.
5. Citronengelb, das reinste Gelb; Auripigment.
6. Ockergelb, ein schmuziges, ins Röthlichbraune fallendes Gelb; Eisenkiesel.
7. Weingelb, blasses, ins Röthliche spielendes Gelb; Topas, Beryll, Flußspath.
8. Isabellgelb, blasses, ins Braune und Graue spielendes Gelb; Achatjaspis.
9. Erbsengelb; Eisenspath.
10. Pomeranzengelb, die Farbe der reifen Pomeranzen, ein feuriges, ins Rothe fallendes Gelb.

g. **Rothe Farben**, häufig von Eisenoxyd herrührend:

1. Morgenroth, ein hohes Feuerroth mit Gelb.
2. Hyacinthroth, das reine Gemisch von Gelb und Roth, hat aber im Hyacinth schon etwas Schwarz; Hessonit.
3. Ziegelroth, hat viel Schmuziggrau.
4. Scharlachroth, hochroth mit einem starken Stich ins Gelb; Zinnober.
5. Blutroth; Pyrop, Karneol.

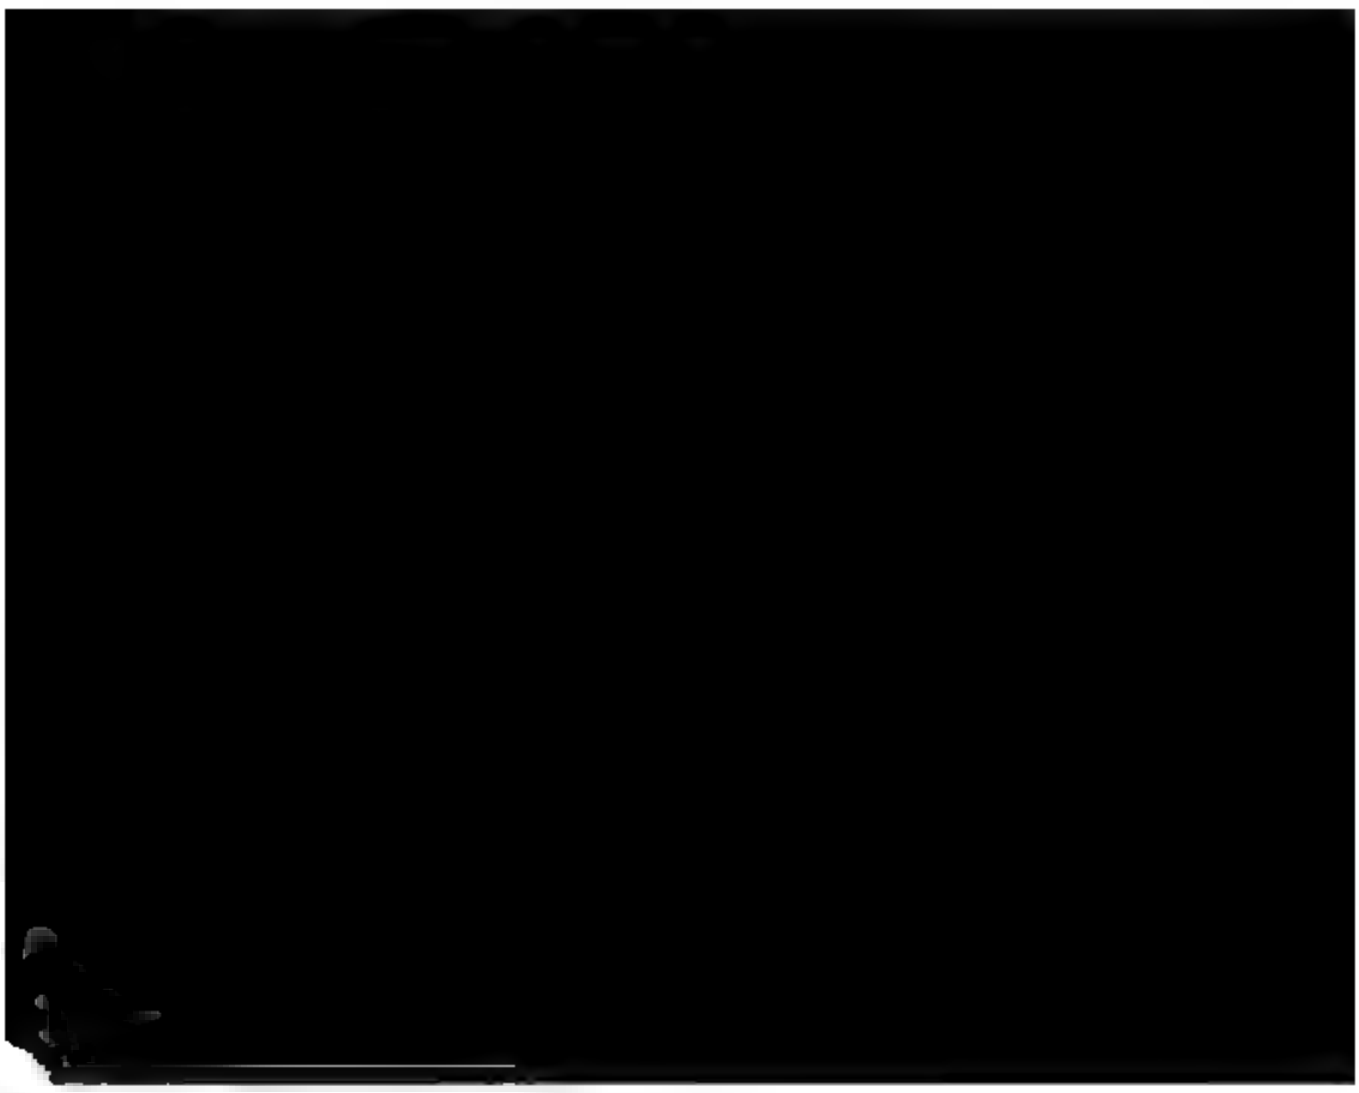

7. Leberbraun, manchmal ins Grünliche gehend; Granat, Jaspis.
8. Schwärzlichbraun, tiefes, ins Schwarze spielendes Braun; Braunkohle.

§. 52. Mehrfache Färbung und Farbenzeichnung.

Gefärbte Edelsteine lassen zuweilen auch mehrfache Färbung und Farbenzeichnungen wahrnehmen. Krystalle zeigen zwar in der Regel ihrer ganzen Ausdehnung nach nur eine und dieselbe Farbe, jedoch kommen auch solche vor, an welchen nicht nur Abstufungen der Hauptfarbe, sondern sogar zwei oder mehr verschiedene Hauptfarben zu sehen sind. Diese sind dann häufig regelmäßig vertheilt, sodaß bestimmte Stellen der Krystallform eine andere Farbe haben wie die übrigen. Treffliche Beispiele liefern dazu namentlich die edeln Turmaline, die häufig an einem Ende wasserhell, am andern grün oder roth, an einem Ende roth, am andern blau, manchmal auch an den beiden Enden roth und grün und in der Mitte blau sind. Ebenso kommen halbwasserhelle und halbgrüne Smaragde, halbwasserhelle und halbrothe Rubine, halbgelbe und halbviolette Topase als Seltenheit vor; ferner grüne Flußspathwürfel mit violetten Ecken. Bald verschwimmen diese verschiedenen Farben ineinander, bald sind sie wieder scharf voneinander geschieden. Manchmal finden sich auch, namentlich bei den edeln Turmalinen, verschiedenfarbige Wolken in gefärbten Steinen.

Häufiger findet man die mehrfache Färbung bei Aggregaten, wodurch bei denselben nicht selten Farbenzeichnungen hervorgerufen werden, die man mit den Ausdrücken punktirt, gefleckt, gewolkt, geflammt, geadert, gestreift, gebändert, breccienähnlich, ruinenförmig, festungsartig u. s. w. bezeichnet. Auch die dendritischen Zeichnungen in Achaten und Kalksteinen, deren schwarze Mangansuperoxydfärbung sich wie Bäumchen verzweigt, gehören hierher.

§. 53. Veränderung der Farbe.

Manche Mineralien lassen eine Veränderung der Farbe wahrnehmen, wenn sie längere Zeit der Einwirkung des Lichts oder der Atmosphärilien ausgesetzt waren: und zwar betrifft diese Veränderung nur die Oberfläche, oder sie dringt auch tiefer in die Masse ein. Im erstern Falle sagt man, das Mineral sei angelaufen, was einfarbig oder bunt sein kann; im andern Falle findet entweder ein Verbleichen oder ein Ed[illegible]ung statt. Der erste Fall kommt meist nur bei [illegible], während dagegen der zweite sich bei einigen [illegible] auf deren Werth einen nachtheiligen Einfluß [illegible] und Rosenquarz sehr stark an der Luft [illegible]ine

erhalten dagegen nach dem Verbleichen ihre urſprüngliche Farbe wieder, wenn ſie an einen dunkeln Ort und feucht gelegt werden.

§. 54. Farbe und Glanz des Strichs.

Viele Mineralien beſitzen eine ganz andere Farbe und andern Glanz im gepulverten Zuſtande als in größern Maſſen; um daher die Farbe des Pulvers zu unterſuchen, wird das Mineral mit einem ſcharfen Inſtrument geritzt, geſtrichen, wodurch jenes zum Vorſchein kommt und die Farbe beſtimmt werden kann; eine Erſcheinung, welche man mit dem Namen Strich belegt hat. Deutlicher noch erkennt man die Strichfarbe, ſobald man mit dem zu unterſuchenden Mineral über die rauhe Fläche einer Porzellanbiscuitplatte hinfährt, wozu man die Hinterſeite einer porzellanenen Abdampfſchüſſel oder jede Bruchfläche eines Porzellanſcherbens benutzen kann.

Beſondere Farben- und Lichterſcheinungen.

§. 55. Pleochroismus.

Pleochroismus nennt Haidinger die Eigenſchaft der Mineralien, bei durchfallendem Lichte verſchiedene Farben zu zeigen, wenn man nach verſchiedenen, aber beſtimmten Richtungen durch ſie hindurchſieht. Nur durchſichtige Kryſtalle zeigen dieſe Erſcheinung, und nur die, welche nicht dem Teſſeralſyſtem angehören. Dichroismus, oder die Eigenſchaft, nur nach zwei Richtungen verſchiedene Farben zu zeigen, findet ſich bei den Kryſtallen des Tetragonal- und

§. 56. Farbenwandelung.

Manche Mineralien zeigen, wenn sie vor dem Auge hin- und herbewegt werden, nach constanten durch die Structur bestimmten Richtungen gewöhnlich sehr lebhafte Farben, namentlich blau, grün, roth und gelb. Man hat diese Eigenschaft mit dem Namen Farbenwandelung belegt. Hierher gehören die prächtigen Regenbogenfarben des Feldspath und Labrador, die prangenden Farben der fossilen Perlmutter (Muschelmarmor aus Kärnten), die kupferrothe Färbung des Hypersthen u. a. Beim Labradorisiren gehen nach Brewster die Farbenreflexe unter dem Mikroskop von kleinen viereckigen Blättchen aus, die entweder leer oder mit Materie geringerer Brechkraft erfüllt sein müssen. Ebenso hat Scheerer dargethan, daß die Erscheinung am Hypersthen durch zahlreiche braune bis schwarze Lamellen eines fremdartigen Minerals bedingt wird, welche dem Hypersthen parallel seiner Spaltungsflächen interponirt sind. — Mit der Farbenwandelung sehr nahe verwandt ist das Schillern des sogenannten Sonnensteins oder Aventurinfeldspaths, welches nach Scheerer durch eine ähnliche Interponirung vieler sehr dünner Eisenglanzschüppchen verursacht wird; wie denn überhaupt eine solche Interponirung mehrfach vorkommt und dergleichen Lichtphänomene zur Folge hat.

§. 57. Farbenspiel.

Farbenspiel ist die Erscheinung lebhafter feuriger (rother, grüner, blauer und gelber) Farben, die ein Mineral nach gewissen und zwar unbestimmten Richtungen, in kleinen, beim Hin- und Herbewegen schnell wechselnden Partien zeigt. Hierher gehören die Regenbogenfarben beim Diamant und die brennenden Farbentinten im Innern edler Opale. Beim Opal hat Brewster nachgewiesen, daß in der Masse desselben eine Menge mikroskopischer Poren lagenweise nach den drei verschiedenen Richtungen vertheilt sind und daß die Verschiedenheit der Farben von der verschiedenen Größe dieser Poren abhängig ist.

§. 58. Fluoriren.

Fluoriren nennt man die eigenthümliche blaue Färbung, die besonders schön bei cumberländischen Flußspathen beobachtet wird. Stockes („Philosophical Transactions", 1852) meint, daß die unsichtbaren Strahlen jenseit des äußersten Violett durch eine im Innern dieser Körper vor sich gehende Zerstreuung in andere Strahlen verwandelt werden, welche in die Grenze der Brechbarkeit fallen, für welche die Netzhaut empfindlich ist.

§. 59. Lichtschein.

Unter Lichtschein verstehen wir die eigenthümliche Erscheinung eines sanften, wogenden, perlmutterartigen Schillerns, gewöhnlich von blaulicher und weißer, selten von anderer Farbe, vorzugsweise auf gewissen Structurflächen und in

gewiſſen Richtungen. Er wird durch das convexe Schleifen erhöht. So beim Adular, Chryſoberyll, Faſerkalk, Faſergips, Schillerquarz, Paulit, Schillerſpath. — Sehr ſelten iſt die Erſcheinung eines Lichtſcheins in geraden Linien oder Strahlen, deren Zahl und Lage durch die Kryſtallform bedingt wird. So zeigen manche quer über die Hauptachſe halbkugelig geſchliffene Sapphirkryſtalle die Form eines ſechsſtrahligen Sterns, welche Varietät daher auch Sternſapphir (Asterie) genannt wird; ein vierſtrahliger Stern kommt ferner bei manchen Chryſoberyllen vor, ein ſechsſtrahliger, obwol äußerſt ſelten, bei manchen Diamanten u. ſ. w.

§. 60. Iriſiren.

Iriſiren iſt eine Erſcheinung, welche lediglich durch das Daſein ſehr feiner Klüfte bedingt wird, wie ſolche beſonders in leicht ſpaltbaren kryſtalliniſchen Mineralien parallel den Spaltungsflächen leicht entſtehen, aber auch nach andern Richtungen, und ebenſo in Mineralien von gar keiner oder von ſchwieriger Spaltbarkeit hervorgebracht werden können. Dieſe feinen Klüfte oder Riſſe zeigen nämlich halbkreisförmig oder bogenförmig verlaufende concentriſche regenbogenähnliche Farbenzonen, welche, wie die bunten Farben dünner Lamellen überhaupt, durch die Interferenz des Lichts zu erklären ſind. Namentlich kommt das Iriſiren häufig beim Kalkſpath, Gipsſpath, Adular, Bergkryſtall und Regenbogenachat vor. Am blätterigen Gips bewegen ſich die farbigen Ringſyſteme ſogar beim Druck, ſind im reflectirten Lichte am ſichtbarſten, und bleichen beim durchgehenden; die brillanten Farben dünner Blätt-

ist entweder wesentlich oder unwesentlich, je nachdem er der Art nach unter gleichen Verhältnissen immer auf gleiche Weise erscheint oder nicht; der unwesentliche Glanz ist meist zufällig und entsteht oft durch äußere Einwirkungen.

§. 63. Art des Glanzes.

Die Art des Glanzes wird durch die Strahlenbrechung und Polarisation bestimmt, welche die Körper ausüben. Wir unterscheiden hier

1. Diamantglanz, ein reiner, etwas dem Metallglanze sich nähernder, dabei heller und spiegelnder Glanz; Diamant.
2. Glasglanz, der Glanz des gemeinen Glases; Quarz, Beryll, Flußspath, Smaragd.
3. Fettglanz, gleicht Körpern mit fetten Oelen bestrichen, bei dunklern Farben wird er auch Pechglanz, bei lichtern Wachsglanz genannt; Pechstein, Wachsopal.
4. Perlmutterglanz, der eigenthümliche milde Glanz der Perlmutter, namentlich bei blätterigen Mineralien vorkommend; Glimmer, Gips, Hypersthen.
5. Seidenglanz, wenig intensiv, namentlich bei faserigen Mineralien; Fasergips, Malachit.

Nach Haidinger („Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften", 1849, Heft 4, S. 137 fg.) sollen glatte Krystallflächen nur drei Arten des Glanzes, nämlich Glasglanz, Diamantglanz und Metallglanz zeigen, indem der Fettglanz und Perlmutterglanz bei vollkommen glatten Flächen homogener Krystalle gar nicht vorkommt. Der Fettglanz ist stets ein schwächerer, mit geringerer Durchsichtigkeit und meist mit gelblichen Farben und kleinmuscheligem Bruche verbundener Glanz, welcher sich an den Glasglanz und Diamantglanz anschließt. Der Perlmutterglanz aber ist nicht die reine Spiegelung von der Oberfläche, sondern das Resultat der Spiegelung vieler übereinander liegender Lamellen eines durchsichtigen Körpers. Die Art des Glanzes ist aber hauptsächlich eine Function des Refractionsvermögens; daher zeigen Körper mit geringer Strahlenbrechung Glasglanz, solche von stärkerer Brechung Diamantglanz, und endlich solche von sehr starkem Brechungsvermögen Metallglanz.

§. 64. Grade des Glanzes.

Der Grad des Glanzes wird nach Haidinger durch die mehr oder weniger vollkommene Ebenheit und Politur der Oberfläche bestimmt. Es geht hervor, wie sehr eine gute Bearbeitung die Schönheit der kann. Zur Unterscheidung der verschiedenen Grade bedi Ausdrücke:

1. Starkglänzend oder ſpiegelflächig, die höchſte Stufe davon wird auch Feuer genannt, das Mineral reflectirt das Licht ſehr vollſtändig und gibt in Kryſtallflächen oder Spaltungsflächen ſcharfe und lebhafte Spiegelbilder der Gegenſtände; Bergkryſtall.
2. Glänzend, weniger deutliche Bilder zurückwerfend, ſondern mehr nebelig und matt; Flußſpath, Kalkſpath.
3. Wenigglänzend, die Reflexion iſt noch ſchwächer und gibt nur einen allgemeinen Lichtſchein, in welchem die Bilder der Gegenſtände gar nicht mehr zu unterſcheiden ſind; Chalcedon, Jaspis.
4. Schimmernd, aus vielen kleinen glänzenden Punkten zuſammengeſetzt; Alabaſter.
5. Matt, wo der Glanz ganz fehlt, wie bei der Kreide und allen Mineralien von erdigem Bruche.

Die Grade der Stärke des Glanzes beurtheilt man durch Vergleichung und durch Uebung am beſten, weil man ſie nicht beſtimmt bemeſſen kann. Manchmal wechſelt der Glanz oft bei denſelben Mineralien an verſchiedenen, ja auch an ganz gleichen Stücken, gewiſſe Flächen haben ihren eigenen Glanz, ſo z. B. oft die Kryſtallflächen einen andern als Spaltungsflächen oder als Bruchflächen. Nicht ſelten hält auch ein Mineral die Mitte zwiſchen zwei verſchiedenen Arten von Glanz, z. B. Glimmer zwiſchen Metall- und Perlmutterglanz, Schwefel zwiſchen Diamant- und Fettglanz, dichter Quarz zwiſchen Glas- und Fettglanz.

neferspath) durch Glühen mit Traganthschleim leuchtend machte. Die Phosphorescenz läßt sich durch folgende Mittel hervorrufen.

1. Durch Insolation oder Bestrahlung. Viele Mineralien leuchten im Dunkeln, nachdem sie vorher eine Zeit lang dem directen Sonnenlichte oder auch wol nur dem gewöhnlichen Tageslichte ausgesetzt worden sind. Vor allen andern leuchtet durch Einsaugung des Sonnenlichts der Diamant und der Bolognesserspath, letzterer zumal in gebranntem Zustande, außerdem auch der Bernstein, grüne Flußspath, Fasergips u. a. Sie leuchten größtentheils mit weißem Lichte Quarz und die meisten Edelsteine ermangeln jedoch dieser Eigenschaft.

2. Durch Erwärmung. Die meisten durch Insolation phosphorescirenden Mineralien werden durch Erwärmung gleichfalls leuchtend, doch haben noch viele andere diese Fähigkeit, auf die die Bestrahlung allein ohne Einfluß ist. Der dazu erforderliche Grad der Wärme ist sehr verschieden. Bei manchen Topasen, Diamanten und Flußspathen reicht schon die Wärme der Hand hin, so namentlich die unter dem Namen Chlorophan bekannte Varietät des Flußspaths, die so benannt worden ist, weil sie sehr schön grün phosphorescirt; die meisten aber erfordern höhere Hitzgrade, manche Varietäten von Flußspath z. B. CO — 100°, Phosphorit 100°, der Kalkspath und viele Silicate 200—370°. Nach Tessaignes steht die Stärke der Phosphorescenz in geradem, die Dauer der Phosphorescenz aber in umgekehrtem Verhältnisse mit dem Grade der angewandten Wärme. Die Farbe des entwickelten Lichtes ist verschieden, weiß z. B. beim Witherit, hellgelb beim Kalkspath, orangengelb beim Aragonit, grün beim grünen Flußspath, blau beim Cyanit, roth beim rothen Turmalin. Durch zu starke Erhitzung wird jedoch zuweilen die Eigenschaft ganz zerstört. Die eisenoxydrothen Apatittafeln von Schlackenwalde entwickeln schon am Tage vor dem Löthrohre eine prachtvolle grüne Farbe, die bei zu starker Feuerung über den Splitter hinzieht und verlöscht. Der grüne Flußspath verliert ebenfalls bei zu starker Erhitzung mit der Farbe die phosphorescirende Eigenschaft. Auffallenderweise soll er aber durch elektrische Schläge theilweise seine Farbe und damit seine phosphorescirende Kraft wiederbekommen.

3. Durch mechanische Gewalt. Viele Mineralien entwickeln Licht, wenn sie zerstoßen, gerieben, gespalten oder zerbrochen werden. Der Diamant leuchtet schon, wenn er mit Wolle oder mit einer Bürste gerieben wird, die andern Edelsteine, wenn man sie aneinander reibt, mit [illegible]abl oder Kupfer ritzt, oder mit hölzernen oder stählernen Hämmern [illegible]dy dann gewöhnlich ein blasses, schnell verschwindende [illegible]

4. Durch Elektricität. Endlich wird [illegible]hos-phorescenz auch durch Elektricität und zwa[illegible]

einer Elektrisirmaschine hervorgerufen, namentlich nach Pearsall im Flußspath, Apatit, Kalkspath, in manchem (nicht jedem) Diamant u. s. w. Es ist zu diesem Behufe bald eine größere, bald eine geringere Anzahl elektrischer Schläge erforderlich und eben nach diesen ändert sich auch zum Theil die mit der Leuchterscheinung verbundene Farbe.

4. Magnetismus.

§. 66. Unter Magnetismus der Mineralien versteht man die Fähigkeit auf die Magnetnadel einzuwirken. Von den Edelsteinen zeigen nur sehr wenige diese Eigenschaft, unter andern der Chrysolith, Hessonit, Almandin, Pyrop, manche Turmaline, und sie verdanken dieselbe dem färbenden Metalloxyd. Zur Anstellung dieses Versuchs bedient man sich der gewöhnlichen Magnetnadel.

5. Elektricität.

§. 67. Elektricität durch Reibung und Druck.

Die Elektricität oder die Eigenschaft der Körper, leichte Körperchen anzuziehen und auch wieder abzustoßen, kann in den Mineralien durch Reibung oder Druck oder Erwärmung erregt werden. Alle Mineralien können durch eins dieser Mittel elektrisch gemacht werden, jedoch ist dabei zu berücksichtigen, ob sie Leiter oder Nichtleiter der Elektricität sind, im letztern Falle kann es unmittelbar geschehen, im erstern Falle aber muß das Mineral vorher isolirt, d. h. auf eine Unterlage gebracht werden, die aus einem Nichtleiter, z. B. aus

menten ist besonders trockene Luft erforderlich und einige Uebung nothwendig, wenn nicht Täuschungen entstehen sollen. Das empfindlichste Elektroskop ist ein auf einem gläsernen Stativ mit Lack befestigtes Katzenhaar. Dieses wird von jedem elektrischen Körper angezogen. Durch Streichen mit dem Finger kann dasselbe negativ elektrisch gemacht werden; nähert man ihm alsdann einen elektrischen Körper, so wird es, wenn dieser positiv elektrisch ist, angezogen; ist er aber negativ elektrisch, abgestoßen.

Die Kraft, die durch Reiben erlangte Elektricität längere Zeit zu behalten, ist bei den Mineralien sehr verschieden. Da die Edelsteine nun alle elektrisch sind, so kommt es auf Bestimmung dieser Zeit an, will man diese Eigenschaft als Unterscheidungsmerkmal benutzen. Hauy stellte in dieser Hinsicht Versuche an, und fand, daß einige Steine ihre elektrische Kraft schon nach wenigen Minuten verloren, während sie andere noch nach 24 und mehr Stunden zeigten. Der brasilische Topas ließ noch nach 32 Stunden Wirkung auf die Nadel wahrnehmen. Bei Versuchen dieser Art läßt man den (am liebsten polirten) Stein in Berührung mit einem metallischen nicht isolirten Körper.

Auch durch Druck werden manche Mineralien elektrisch; am stärksten der isländische Doppelspath, dessen Spaltungsstücke schon durch einen schwachen Druck zwischen den Fingern eine sehr merkliche und stets positive Elektricität entwickeln. Auch der Topas, Flußspath, Quarz u. a. besitzen diese Eigenschaft, jedoch in weit geringerm Grade.

§. 68. Elektricität durch Erwärmung.

Mineralien, welche durch Erwärmung oder überhaupt durch Aenderung der Temperatur elektrisch werden, nennt man thermoelektrisch oder pyroelektrisch. Die Inder kannten schon lange an den edeln Turmalinen die Eigenschaft, daß sie, in heiße Asche gelegt, dieselbe abwechselnd anzogen und abstießen. Von ihnen brachten es die Holländer in Erfahrung, die ihn daher Aschentrecker oder Aschenzieher nannten. Außer am Turmalin nimmt man die Pyroelektricität auch noch am Diamant, Granat, Topas, Beryll, Axinit, Flußspath, Galmei, Boracit, Kalkspath u. a. wahr. Dabei zeigt sich aber die merkwürdige Erscheinung, daß in gewissen Mineralien die beiden entgegengesetzten Elektricitäten zugleich an zwei oder mehreren einander gegenüberliegenden Stellen des Krystalls erregt werden; welche Modification der Erscheinung mit dem Namen der polaren Pyroelektricität bezeichnet werden kann. Die Stellen, an denen sich bei Erwärmung die beiden entgegengesetzten Elektricitäten entwickeln, nennt man die elektrischen
welche diese Pole verbindet, heißt elektrische Ax
graphischen meist zusammen. Aber nicht die
Veränderung der Wärme erregt die Elek

ſolchen Kryſtall erwärmen, hält man ihn aber immer auf gleicher Temperaturhöhe, ſo zeigt ſich nichts, erſt bei zu- oder abnehmender Wärme tritt die Wirkung ein. Gewöhnlich unterſucht man bei abnehmender Wärme und nennt dann den Pol mit Harzelektricität negativ (—), mit Glaselektricität poſitiv (+); bei zunehmender ſchlagen dagegen beide um, der + wird — und der — wird +. Roſe und Rieß haben daher den negativen Pol auch analog genannt, weil bei abnehmender Temperatur Pol und Wärme das gleiche Vorzeichen (—) bekommen, der poſitive heißt dann antilog, weil die Elektricität ein anderes Zeichen (+) hat, als die abnehmende Wärme (—).

Um einen Kryſtall auf ſein pyroelektriſches Verhalten zu prüfen, pflegte man bisher denſelben, während der Erwärmung oder Abkühlung, mit einer Zange gefaßt unmittelbar an den Stift eines ſehr empfindlichen Elektroſkops, z. B. des von Fechner verbeſſerten Säulenelektroſkops, anzulegen, jedoch mit der Vorſicht, daß jede Reibung möglichſt vermieden, und eine von dieſer etwa abhängige Ladung des Kryſtalls durch raſches Durchziehen deſſelben durch die Spiritusflamme beſeitigt wird.

Nach einem andern von dieſem weſentlich abweichenden Verſuchsverfahren hat Gaugain („Comptes rendus", XLII, 1264; XLIII, 916, 1112) den pyroelektriſchen Zuſtand des Turmalins geprüft. Der Kryſtall wurde nämlich mittels zweier ſehr feinen und um ſeine beiden Enden gewickelten Platindrähte an iſolirenden Stützen aufgehängt, in dieſer Lage erhitzt und während der Abkühlung in der Art unterſucht, daß man den einen Draht mit dem Elektroſkop,

Merkwürdig ist, daß die durch Temperaturänderung elektrisch werdenden Mineralien sehr oft unsymmetrische Krystallbildung in der Art zeigen, daß das eine Ende vorzüglich der Hauptachse von andern Flächen begrenzt ist als das andere (siehe §. 18), was auf einen Causalzusammenhang zwischen beiden Erscheinungen hindeuten dürfte. Uebrigens ist die Zahl und Vertheilung der Pole verschieden. In manchen einachsigen Mineralien, wie im Turmalin, gibt es nur zwei Pole an den entgegengesetzten Enden der Hauptachse; der Boracit hat acht Pole, welche den Ecken des Hexaëders entsprechen. Im Topas kommt dagegen die ganz eigenthümliche Vertheilung der Elektricität vor, daß zwei antiloge Pole an den stumpfen Seitenkanten des Prismas ∞ P liegen, während der analoge Pol dem makrodiagonalen Hauptschnittte entspricht.

6. Wärmeleitung.

§. 69. Das Vermögen, andern Körpern die Wärme zu entziehen und solche weiter zu leiten, und die Geschwindigkeit, womit dies geschieht, steht in der Regel mit der Dichtigkeit der Mineralien im genauesten Verhältniß; je dichter und schwerer ein Mineral ist, desto kälter fühlt es sich an, d. h. desto schneller entzieht es andern die Wärme, desto schneller leitet es die erhaltene Wärme durch seine ganze Masse hindurch weiter und gibt sie wieder ab; je lockerer und leichter im Gegentheil ein Mineral ist, desto langsamer leitet es die Wärme, desto länger bleibt es warm, desto wärmer fühlt es sich an. Nach den Metallen leiten die feinen Edelsteine die Wärme am besten. Hierauf beruht der Kunstgriff der Juweliere, die geschliffenen Gemmen von Bergkrystall oder Glasflüssen durch Anhauchen zu unterscheiden. Die erstern nehmen den Hauch (Wasserniederschlag) nicht nur schwerer an, weil sie schneller warm werden, sondern verlieren ihn auch schneller. Harze gehören zu den schlechtesten Wärmeleitern, fühlen sich mithin wenig kalt an; man kann daher Bernstein, ein fossiles Harz, auf den ersten Griff von ähnlich aussehenden Chalcedonen unterscheiden.

Drittes Kapitel.

Von den chemischen Eigenschaften der Edelsteine.

§. 70. Obgleich die chemischen Eigenschaften für die Mineralogie im allgemeinen von großer Wichtigkeit sind, so spielen sie doch als Unterscheidungsmerkmal bei der Prüfung der Edelsteine nur eine sehr untergeordnete Rolle. Um sie kennen zu lernen, muß man den zu prüfenden ganz oder theilweise zerstören, was bei so kostbaren Steinen sind, sich natürlich nicht wohl thun läßt. Wenn man wenn auch nur kurz, behandeln, so geschieht das

Wichtigkeit willen, als vielmehr um von dem Gegenstande unserer Arbeit ein vollständiges Bild nach allen Beziehungen zu geben.

A. Chemische Zusammensetzung der Edelsteine.

§. 71. Die chemischen Erscheinungen, welche sich bei der Einwirkung gewisser Körper auf die Edelsteine ergeben und deren Inbegriff die chemische Reaction genannt wird, werden wesentlich bedingt durch die Constitution oder die chemische Zusammensetzung der Edelsteine. In dieser Beziehung unterscheidet man zunächst chemisch einfache und zusammengesetzte Körper. Erstere bestehen aus lauter gleichartigen Theilen, und lassen sich daher weder aus ungleichartigen Substanzen bilden, noch in solche zerlegen: sie heißen daher auch einfache Stoffe, Grundstoffe oder chemische Elemente. Letztere dagegen bestehen aus zwei oder mehreren verschiedenartigen Substanzen und können mit Hülfe der Kunst wieder in solche zerlegt werden. Die ungleichartigen Substanzen, aus welchen die zusammengesetzten Körper gebildet sind, nennt man Bestandtheile und unterscheidet nähere und entferntere Bestandtheile, wenn nämlich die bei der ersten Zerlegung erhaltenen Substanzen noch weiter chemisch zerlegt werden können. Nur ein Edelstein kommt als einfache Substanz selbständig vor, dies ist der Diamant, welcher aus reinem Kohlenstoff besteht; alle andern sind zusammengesetzte Körper.

§. 72. Elemente.

Von den einfachen Stoffen, deren man bisjetzt einige 60 kennt, treten

[redacted]

15.	Beryllium.	Be.	7,0.
16.	Silicium.	Si.	21,3.
17.	Titan.	Ti.	25,0.
18.	Chrom.	Cr.	26,7.
19.	Mangan.	Mn.	27,6.
20.	Eisen.	Fe.	28,0.
21.	Nickel.	Ni.	29,6.
22.	Kupfer.	Cu.	31,7.

§. 73. Verbindungen der Elemente.

Diese einfachen Stoffe sind nun auf vielfache Weise miteinander verbunden. Alle Verbindungen derselben bei den Edelsteinen wie bei allen andern Mineralien reduciren sich jedoch auf binäre Verbindungen, d. h. auf Verbindungen von je zwei Stoffen miteinander. So besteht der Smaragd zunächst aus kieselsaurer Beryllerde und kieselsaurer Thonerde, die kieselsaure Beryllerde weiterhin aus Kieselsäure und Beryllerde, die kieselsaure Thonerde aus Kieselsäure und Thonerde, die Kieselsäure selbst wieder aus Silicium und Sauerstoff, die Thonerde aus Aluminium und Sauerstoff und die Beryllerde aus Beryllium und Sauerstoff. Die zusammengesetzten Bestandtheile der Edelsteine sind daher theils einfach binäre, theils mehrfach binäre. Unter den einfach binären Stoffverbindungen spielen unter den Edelsteinen die wichtigste Rolle die Kieselerde, welche für sich allein alle sogenannten Halbedelsteine der Quarzgattung (Bergkrystall, Amethyst, Chalcedon, Karneol, Jaspis u. s. w.) bildet und außerdem der wesentlichste Bestandtheil fast aller Juwelen mit Ausnahme des Diamant und Korund ist; ferner die Thonerde, die im reinen Zustande die Gruppe des Korunds (Rubin, Sapphir u. s. w.) umfaßt, die Beryllerde, die sich im Chrysoberyll, Smaragd und Beryll findet, und die Zirkonerde im Zirkon und Hyacinth. Unter den mehrfach binären Stoffverbindungen sind für die Kunde der Edelsteine die Silicate die wichtigsten, Verbindungen der Kieselerde oder Kieselsäure mit andern Stoffen. Die unter den oben angeführten Elementen befindlichen schweren Metalle, wie Eisen, Mangan, Nickel u. s. w., sind in den Edelsteinen nur in ganz geringen Mengen (mit Ausnahme von Granat, Malachit u. s. w.) als färbendes Princip vorhanden; so z. B. Nickel im Chrysopras, Mangan im Amethyst, Eisen im Karneol u. s. w.

Die chemischen Bestandtheile der Edelsteine sind in bestimmten quantitativen Verhältnissen miteinander [redacted] welche sich in Zahlen ausdrücken lassen. Die Gesetze die[redacted] Stöchiometrie kennen. Das Hauptgesetz ist: Jeder [redacted]ch mit einem andern in einem bestim[redacted]iedener anderer in verschieden[redacted]mten Beziehung zueinander ste[redacted]

Wird nämlich das Gewicht eines Stoffs in allen ſeinen Verbindungen = 1 geſetzt, ſo kommen in ſeinen Verbindungen mit andern Stoffen Verhältniſſe vor wie 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3 u. ſ. w. oder wie 1 : 2, 1 : 4, 1 : 8 u. ſ. w. So nimmt z. B. der Waſſerſtoff, als Einheit geſetzt, vom Sauerſtoff 8, vom Schwefel 16, vom Kupfer 32 Theile auf u. ſ. w.; und dieſes quantitative Verhältniß beobachtet ein und derſelbe Stoff in ſeinen Verbindungen mit allen andern einfachen Stoffen, daher ſich z. B. der Waſſerſtoff ſtets in dem Verhältniſſe 1, der Sauerſtoff ſtets in dem Verhältniſſe 8 u. ſ. w. mit andern Stoffen verbindet. Wegen dieſer Gleichheit und Conſtanz in den quantitativen Miſchungsverhältniſſen nennt man die die Gewichtsmengen in den chemiſchen Verbindungen ausdrückenden Zahlen chemiſche Aequivalente, ſtöchiometriſche Zahlen oder Miſchungsgewichte (auch Atomgewichte). Man muß hierbei natürlich das Miſchungsgewicht eines Stoffes als Einheit zum Grunde legen und dazu haben einige Chemiker den Waſſerſtoff (wol am paſſendſten, weil ſein Miſchungsgewicht das kleinſte iſt), andere den Sauerſtoff gewählt.

Nimmt ein einfacher Stoff von einem und demſelben andern Stoffe verſchiedene Mengen auf, ſo ſind dieſe leztern immer Multipla eines gewiſſen einfachen Aequivalents und drücken alſo beſtimmte Verbindungsſtufen aus. Die quantitativen Verhältniſſe, in welchen die chemiſchen Stoffe in den Edelſteinen miteinander verbunden ſind, werden durch ſtöchiometriſche Zeichen und Formeln ausgedrückt, welches die oben angeführten Anfangsbuchſtaben der lateiniſchen Namen jener Stoffe ſind und worunter man ſich zugleich die Aequi

1. Diamant. C. Reiner Kohlenstoff.
2. Korund (Rubin, Sapphir u. s. w.). Al_2O_3. Reine Thonerde = 53,3 Aluminium und 46,7 Sauerstoff.
3. Chrysoberyll. $Be_2O_3 + 3\,Al_2O_3$ = 19,8 Beryllerde und 80,2 Thonerde.
4. Spinell. MgO, Al_2O_3 = 72 Thonerde und 28 Talkerde.
5. Zirkon (Hyacinth). $Zr_2O_3 + SiO_3$ = 66,23 Zirkonerde und 23,77 Kieselerde.
6. Topas. $3\,Al_2O_3 + 2\,SiO_3$ = 63,0 Thonerde und 37,0 Kieselerde, wobei jedoch ein Theil des Sauerstoffs durch Fluor vertreten ist.
7. Beryll (Smaragd). Al_2O_3, $2\,SiO_3 + Be_2O_3$, $2\,SiO_3$ = 67,5 Kieselerde, 18,7 Thonerde und 13,8 Beryllerde.
8. Almandin. $3\,FeO$, $SiO_3 + Al_2O_3$, SiO_3 = Eisenoxydul, Thonerde und Kieselerde.
9. Pyrop. $3\,MgO$, $SiO_3 + Al_2O_3$, SiO_3 = Talkerde, Thonerde und Kieselerde.
10. Hessonit. $3\,CaO$, $SiO_3 + Al_2O_3$, SiO_3 = Kalkerde, Thonerde und Kieselerde.
11. Turmalin. Hauptbestandtheile: Kieselerde, Thonerde, Borsäure, Talkerde, Eisenoxyde u. s. w.
12. Edler Opal. SiO_3. Gegen 90 Proc. Kieselerde und 10 Proc. Wasser.
13. Cordierit. $(3\,MgO, 2\,SiO_3) + 3\,(Al_2O_3, SiO_3)$ = 13,6 Talkerde, 35,0 Thonerde und 51,4 Kieselerde.
14. Vesuvian. $3\,(3\,CaO, SiO_3) + 2\,(Al_2O_3, SiO_3)$ = 43,3 Kalkerde, 17,7 Thonerde und 39,0 Kieselerde.
15. Chrysolith. $3\,MgO$, FeO, SiO_3 = Kieselerde, Talkerde und Eisenoxydul.
16. Türkis. $2\,Al_2O_3$, $PO_5 + 5\,HO$ = 25,5 Wasser, 32,5 Phosphorsäure und 47,0 Thonerde mit etwas Kupfer- und Eisenoxyd.

B. Die chemischen Reactionen der Edelsteine.

§. 74. Um die Qualität der in den Edelsteinen enthaltenen Bestandtheile zu erkennen, versucht man ihren Zustand zu verändern und beobachtet die dabei sichtbar werdenden Erscheinungen, wobei man oft auch gewisse Stoffe damit in Berührung bringt, welche Reagentien genannt werden, um die Zahl der Reactionen zu vermehren. Man prüft zu diesem Zweck entweder die Edelsteine in Bezug auf ihre Schmelzbarkeit durch Erhitzung oder in Bezug auf ihre Löslichkeit in Flüssigkeiten, und unterscheidet danach die Prüfung auf dem trockenen Wege.

[redacted]n Wege.

trockenem Wege.

e Untersuchung eines Minerals, bei mperatur ausgesetzt wird. Hierzu

dient die Erhitzung durch die Flamme eines Kerzenlichts, einer Spiritusflamme, einer Oellampe, durch glühende Kohlen, wobei man die Hitze durch verstärkten Luftzug vermehren kann. Man nimmt gewöhnlich sehr kleine Stückchen, einzelne Splitter, welche man mit einer kleinen Zange faßt, in ein Glasrohr steckt, auf ein Metallblech legt u. dgl., oder man pulverisirt das Mineral und bringt das Pulver in einer Glasröhre oder auf einem Metallblech in die Flamme. Das Mineral wird erhitzt und man beobachtet dabei alle Erscheinungen genau, welche während der Erhitzung vor sich gehen, z. B. ob es seine Farbe verändert (Rubin, Spinell), unverändert bleibt (Chrysoberyll, Chrysolith), anschwillt (Turmalin), sich aufblättert (Gips), aufbläht, verknistert (edler Opal), zusammensintert, kocht, schmilzt (Granat, Vesuvian, Turmalin), ob es sich ganz oder theilweise verflüchtigt, ob sichtbare Gase entweichen, ob sich verflüchtigende Stoffe an der Wand der Glasröhre in Tropfen oder als feste Theile ansetzen (ein Destillat oder Sublimat bildet), ob es mit oder ohne Flamme verbrennt (Diamant), mit oder ohne Geruch (Bernstein), ob ein Rückstand bleibt (Gagat), ob derselbe oder das geschmolzene Mineral eine Schlacke, ein Glas, ein Email, eine Asche oder Pulver bildet, ob sich Phosphorescenz zeigt (Zirkon, Flußspath) oder nicht u. s. w.

Zur Vergleichung und Prüfung auf den Grad der Schmelzbarkeit hat von Kobell folgende Scala der Mineralien vorgeschlagen:

1. Antimonglanz.
2. Natrolith.

1. Soda (kohlensaures Natron). Dieses Salz dient zur Auflösung der Kieselerde und vieler Silicate, ganz besonders aber zur Reduction der Metalloxyde.

2. Borax (borsaures Natron), dient vorzüglich zur Auflösung vieler Mineralien, welche am besten in kleinen Splittern angewendet werden. Man beobachtet, ob sie sich leicht oder schwer, ob mit oder ohne Brausen auflösen, ob eine und welche Farbe zum Vorschein kommt, wobei das Verhalten im Oxydationsfeuer sowol als im Reductionsfeuer zu berücksichtigen ist.

3. Phosphorsalz (phosphorsaures Natron-Ammoniak). Vorzüglich wichtig ist dieses Salz zur Unterscheidung der Metalloxyde, deren Farben mit ihm weit bestimmter hervorzutreten pflegen als mit Borax. Auch ist es ein gutes Reagens zur Erkennung der Silicate, deren Kieselerde von den Basen abgeschieden wird und in dem geschmolzenen Phosphorsalze ungelöst bleibt.

Auch befeuchtet man häufig Proben mit Kobaltsolution (Auflösung von salpetersaurem Kobaltoxyd mit Wasser), um einen Gehalt an Thonerde, Magnesia u. s. w. zu erkennen.

Zur Prüfung der Edelsteine auf trockenem Wege dient das 1772 von Engeström erfundene Löthrohr, mittels dessen die Hitze einer Lampenflamme auf einen kleinen Raum concentrirt und folglich bedeutend erhöht werden kann. Das Löthrohr ist eine unter einem rechten Winkel knieförmig gebogene, mit einer kugel- oder cylinderförmigen Erweiterung versehene, gegen das Ende spitz zulaufende Röhre aus Messing, Eisenblech oder Glas, an der Spitze mit einem Hütchen aus Silber oder Platin (Fig. 23 u. 24), oben mit einer elfenbeinernen Mundspitze versehen, deren man sich bedient, um die Flamme einer Lampe oder eines Kerzenlichts auf den zu prüfenden Mineralkörper zu leiten. Als Unterlage bedient man sich entweder eines Blechs, eines Drahts oder einer Zange aus Platin, oder einer gut ausgebrannten, etwas ausgehöhlten Kohle von Fichten-, Linden- oder Weidenholz. Hierbei gilt die Regel, daß Oxydations- und Reductionsversuche blos auf Kohle gemacht werden, während Versuche über färbende Eigenschaften der Metalloxyde am besten am Platindrahte geschehen. Dieser wird vorn hakenförmig umgebogen, befeuchtet und in gepulverten Borax oder Phosphorsalz getaucht und das angehängte Pulver zu einer Kugel geschmolzen. Alsdann bringt man eine kleine Menge des zu untersuchenden Minerals darauf und bläst hernach die geeignete Flamme darauf. Will man nicht metallische Körper in Bezug auf ihre Schmelzbarkeit, die Eigenschaft zu leuchten oder die Lichtflamme zu färben untersuchen, so bedient man sich am besten der Platinzange oder in deren Ermangelung des Platindrahts, in dessen Oehr man die Schmelzprobe befestigt. Will man unschmelzbare Körper, wie die meisten Oxyde oder Soda zusammenschmelzen, so müssen sie zuvor [illegible] asser abgelöscht und zu Pulver gerieben werden [illegible] r des Platin-

blechs als Unterlage, ſo wird ebenfalls ein Stückchen des Minerals darauf-gelegt, das Löthrohr an den Mund gebracht und gelinde und ohne ſich anzuſtrengen, aber anhaltend und indem man ſtets durch die Naſe Athem holt, die Flamme daraufgeblaſen. Man wird nun darauf achten, ob ſich etwas verflüchtigt, ſich etwa auf der Unterlage anlegt, ob ſich ein Geruch entwickelt, ob die Maſſe ſich aufbläht, was gleichfalls auf das Entweichen eines flüchtigen Stoffes hindeutet, u. ſ. w. Am wichtigſten iſt jedoch die Art der Flamme, welche man anwendet. Wird nämlich nur die Spitze derſelben auf ein Erz geleitet, ſo wird daſſelbe, weil die Luft hinzutritt, nicht nur nicht reducirt, ſondern ein bereits vorhandenes Metallkorn wird ſogar dadurch *oxydirt*, d. h. ſeines Glanzes und der übrigen metalliſchen Eigenſchaften beraubt und mit dem Sauerſtoff der Luft verbunden, in Oxyd umgewandelt. Man nennt daher die Spitze der Flamme *Oxydationsflamme*. Richtet man dagegen den Mittelpunkt oder den innern Theil der Flamme auf das Mineral, ſodaß die Flamme daſſelbe ringsum beſpült und die atmoſphäriſche Luft gänzlich ausgeſchloſſen wird, ſo werden die Erze *reducirt*. Dieſe Flamme heißt die *Reductionsflamme*. Eine genaue Beſchreibung der Licht- und Löthrohrflamme hat Dr. O. Volger geliefert (Poggendorf's „Annalen", Bd. 72, S. 82). Er unterſcheidet um den Docht einen dunkeln *Gaskern*, deſſen innerſter Kegel von einer *Mütze* umgeben iſt, deſſen Inneres aber durch die *Hülle*, den *Schleier* und den innern Kegel gebildet wird. Außerhalb der innern Mütze folgt die äußere Mütze und die äußere Umgebung der Flamme. Der heißeſte

b. Leicht schmelzbar. Schmelzgrad $1\frac{1}{2} - 2^0$.

Lepidolith.

c. Schmelzgrad $3 - 3\frac{1}{2}^0$.

Almandin.	Egeran.
Brauner Granat.	Flußspath.
Grossular.	Diopsid.
Hessonit.	Hypersthen.
Vesuvian.	Fasergips.

d. Schmelzgrad $4 - 4\frac{1}{2}^0$.

Labrador, Nephrit. Obsidian.

e. Schmelzgrad $5 - 5\frac{1}{2}^0$.

Adular.

Chrysolith, mit Borax zu blaßgrünem, durchsichtigem Glase schmelzend.

Talk.

Turmalin (die edlern Varietäten jedoch schwieriger).

f. Schmelzgrad 6^0.

Bronzit.

Paulit.

Speckstein.

Beryll (nach anhaltendem Blasen zu schaumigem Glase, mit Borax und Phosphorsalz zu klarem Glase schmelzend).

g. Für sich unschmelzbare.

Korund, verändert aber theilweise seine Farbe. Der rothe (Rubin) wird farblos, dann grün und zuletzt wieder roth; der blaue (Sapphir) wird zuletzt ganz farblos; der blaulichgrüne wird etwas blasser, bekommt aber beim Erkalten seine ursprüngliche Farbe wieder; mit Kobaltsolution im Oxydationsfeuer stark erhitzt, wird das Pulver des Korunds schön blau; mit Borax schwierig, aber vollkommen zu einem klaren farblosen Glase schmelzend.

Chrysoberyll, mit Borax und Phosphorsalz langsam und schwer zu klarem Glase schmelzend, mit Kobaltsolution blau werdend.

Spinell, der rothe für sich erhitzt farblos und wieder roth werdend; mit Borax und Phosphorsalz schwer zu wasserhellem oder grünlichem Glase schmelzend, mit Kobaltsolution blau werdend.

Zirkon, phosphorescirend und meist farblos und durch Borax nur schwer, mit Phosphorsalz nicht schm

Topas, manche Varietäten sich entfärbend; 1 langsam zu einem klaren Glase schmelzend, eines Kieselskelets; mit Kobaltsolution blau

Opal, büßt mit seinem Wassergehalt die Durchscheinenheit und zum Theil auch den Glanz ein.

Quarz, mit Natron unter Brausen zu hellem Glase, mit Borax schwer schmelzbar.

Cordierit, nur sehr schwierig an den Kanten etwas schmelzbar, mit Kobaltsolution blau werdend.

Türkis, die Flamme grün färbend, mit Borax und Phosphorsalz zu klarem blauen Glase schmelzend.

Smaragd, sich etwas abrundend und mit Borax zu klarem Glase schmelzend.

Andalusit, mit Borax schwer zu Glas schmelzend.

Chiastolith, desgleichen.

Cyanit, desgleichen.

2. Prüfung auf nassem Wege.

§. 76. Hierbei bringt man die zu untersuchende Mineralprobe in kleinen Stückchen oder in Pulverform mit einer Flüssigkeit von bestimmter Art zusammen und beobachtet, was vorgeht, ob das Mineral löslich, oder unlöslich, oder zum Theil löslich ist, gibt an, wie die Lösung beschaffen ist, wenn sie ein verändertes Aussehen angenommen hat, wie die Rückstände bei theilweiser Auflösung beschaffen sind und untersucht dann weiter das Verhalten der Lösung durch Zusatz anderer Stoffe, der Reagentien, wobei bestimmte Reactionen sichtbar werden und auf die Qualität einzelner Bestandtheile geschlossen wird

bei der künstlichen Gewinnung von Edelsteinen nicht sowol darum, mit Mühe den Stoff erst zu bilden, sondern diesem die ihn zum Edelsteine machende Form zu geben, ihn krystallisiren zu lassen.

Soll irgendeine gestaltlose, vielleicht pulverige Masse zum Krystallisiren gebracht werden, so handelt es sich gewöhnlich darum, sie zuerst in einen beweglichern, namentlich in flüssigen Zustand zu bringen. Es kann dies auf zweierlei Weise geschehen — entweder durch Auflösen des festen Körpers in einer Flüssigkeit, oder durch Schmelzung bei höherer Temperatur. Im erstern Falle bilden sich die Krystalle mit dem fortschreitenden Verdunsten des Lösungsmittels, welches, stets an Menge abnehmend, natürlicherweise nicht mehr die ganze Masse der ursprünglich gelösten Substanz festzuhalten vermag, sondern sie nach und nach sich absetzen läßt, wobei die kleinsten Theilchen sich nach bestimmten Gesetzen gruppiren, deren Resultat der Krystall ist. Im zweiten Fall erstarrt die geschmolzene Masse beim Abkühlen, oft ohne bestimmte Form anzunehmen, oft aber mit deutlicher Entwickelung gesetzmäßiger Gestalt, welche sich bald durch die ganze Masse hindurch erkennen läßt, bald nur an der äußern Oberfläche oder in Hohlräumen auftritt. Beide Fälle aber sind bei den Gesteinmassen außerordentlich schwer hervorzubringen. In den gewöhnlichen Flüssigkeiten, z. B. im Wasser, sind sie nicht auflöslich; es besteht ja der Charakter der Gesteine eben darin, daß sie vom Wasser nicht schnell verändert werden. Allerdings gibt es Flüssigkeiten, welche lösend auf sie wirken, es sind bisher aber fast allein solche bekannt geworden, welche eine chemische Veränderung in der aufzulösenden Masse hervorbringen, also zerstörend darauf wirken. So lösen sich manche Gesteine in Säuren auf, z. B. der Kalkstein (kohlensaure Kalk) in Salzsäure oder Salpetersäure. Diese aber gehen dabei selbst Verbindungen mit dem Kalk ein, die Kohlensäure wird ausgetrieben und nun erhält man nach dem Verdampfen der überschüssigen Säure und des damit vermengten Wassers wol Krystalle, welche aber nicht mehr aus kohlensaurem Kalke, dem ursprünglichen Stoffe, sondern aus salz- oder salpetersaurem Kalke bestehen. Dergleichen Lösungsmittel, wenn sie überhaupt existiren, können also nur zur Zerlegung der Gesteine angewendet werden, nicht aber zur Umformung ihrer Masse. Für die Edelsteine fehlen nun aber auch selbst diese noch. Die reine Thonerde, in der Beschaffenheit, in welcher sie Korund bildet, ist völlig unlöslich in jeder noch so wirksamen Flüssigkeit. Nur in dem Zustande, in welchem sie auf chemischem Wege aus ihren Salzen, z. B. dem Alaun, abgeschieden wird, und wo sie noch Wasser chemisch gebunden enthält, wird sie von ätzender Kalilauge aufgenommen, bei deren Verdampfen nun übrigens wiederum nicht [illegible]ische Verbindung dieser mit dem Kali zurück[illegible]erde indessen geglüht, so löst sie sich selbst [illegible]f, und dies eben ist ihr chemischer Zu-

stand, in welchem sie, wenn krystallisirt, den Korund und seine gefärbten Abarten bildet.

Man hat sich deshalb im Anfange meist auf die Schmelzung der Substanzen beschränken müssen und diese hat in der That, bei Anwendung ungeheuer hoher Hitzgrade, oft zum Ziele geführt. Die Hitze führt die starren, nebeneinander gelagerten Theilchen der Masse in einen beweglichern, flüssigen Zustand über, der nun diese feste Vereinigung aller einzelnen Partikelchen zu einem gleichmäßigen und deshalb durchsichtigen Körper gestattet. Jetzt sind indessen auch andere Methoden bekannt geworden, welche oft noch bessere Resultate ergeben haben — fast alle freilich gegründet auf das Verhalten der Körper in höhern Hitzgraden. Der Diamant allein scheint hiervon eine Ausnahme zu machen und wir werden daher die Versuche zur Darstellung desselben in einem besondern Paragraphen unter dem Artikel „Diamant" mittheilen.

Auf dem Wege der Schmelzung wurde zuerst aus der Thonerde der farblose Korund dargestellt. Ofenhitze, und sei sie noch so stark, genügt freilich nicht zur Verflüssigung der lockern, pulverigen, reinen Thonerde. Soll die Hitze eines verbrennenden Körpers genügen, so muß die Flamme mindestens mit reinem Sauerstoffgase, welches die Verbrennung um vieles energischer macht und die Hitze beträchtlich erhöht, angefacht werden. Am besten erfüllt ihren Zweck die Flamme des Knallgasgebläses. Knallgas enthält als verbrennenden Körper Wasserstoffgas, als den die Verbrennung desselben hervorrufenden Sauerstoffgas, also ein Gemisch von beiden. Wird ein solches erhitzt, so findet die

ist die von mehreren Forschern ausgeführte Darstellung des Rubins. Gaudin hat sie zuerst ermöglicht, indem er frisch dargestellte reine Thonerde mit einer Lösung von doppelt chromsaurem Kali vermischte und daraus Stücke knetete, welche er mit einer Zange in die Knallgasflamme einbrachte. Doppelt chromsaures Kali verträgt so hohes Erhitzen nicht. Die Hälfte der Chromsäure trennt sich von dem Kali und zerlegt sich in etwas Sauerstoff, welcher gasförmig entweicht und in Chromoxyd, das mit der Thonerde zusammenschmelzend, der durchsichtigen Masse die schöne Rubinfarbe ertheilt. Durch Goldsalz kann diese nicht, wie im Straß-, hergestellt werden, wahrscheinlich weil in der Korundmasse keine Säure vorhanden ist, welche das Goldoxydul zu einem Salze binden könnte, wie dies bei den gefärbten Glasflüssen die Kieselsäure thut. Mit Sicherheit indeß vermögen wir den Grund hierfür nicht anzugeben.

Wasserhelle künstliche Sapphirkrystalle erhielt Gaudin später auch noch auf eine andere Weise, indem er in einem wohlverschlossenen Tiegel gleiche Theile Alaun und Kali-Sulphat, beide calcinirt und zu Pulver verwandelt, einführte, den Tiegel eine Viertelstunde lang einem heftigen Gebläsfeuer aussetzte und langsam erkalten ließ. Beim Zerschlagen des Tiegels fand er eine geschmolzene Masse mit glänzenden Punkten besetzt, welche aus Schwefelkali mit darin eingeschlossenen Alaunerdekrystallen bestand. Durch verdünntes Königswasser in der Wärme angewendet, erhielt er einen Niederschlag in Form eines feinen Sandes, den er wiederholt auswusch. Die Krystalle hatten Rhomboëderflächen von 1 Millimeter und besaßen $^1/_3$ Millimeter Dicke, waren härter als natürlicher Rubin und nothwendigerweise ganz farblos, weil die zur Schließung des Tiegels verwendete Kohle alle Metalloxyde reducirte. Durch dieses Verfahren ist es möglich mit größern Massen aus langsamerer Abkühlung auch größere Krystalle zu erhalten.

Obschon die Methode der directen Schmelzung der pulverigen künstlich bereiteten chemischen Verbindungen auch zur Darstellung anderer Edelsteine angewendet werden könnte, wie z. B. zu der des Spinells, welcher aus Thonerde und Talkerde besteht, und der des Chrysoberylls, einer Verbindung von Thonerde und Beryllerde, so hat sie doch keine weitere Benutzung gefunden. Die Massen der beiden letztgenannten Edelsteine schmelzen noch viel schwieriger als die Thonerde allein; und diese vermittelst der Knallgasflamme in irgend beträchtlicher Menge in Fluß zu bringen, ist schon ein schweres und kostspieliges Stück Arbeit. Zur Gewinnung der meisten übrigen Edelsteine aber empfiehlt sich die directe Schmelzung [illegible] elben Grunde der Erforderniß zu hoher Hitze, als [illegible] gen der Substanz durch den Zutritt der

§. 78. Verfahren von Ebelmen.

Ebelmen in Paris hat zuerst im Jahre 1847 eine Methode von allgemeiner Anwendbarkeit bei der Darstellung künstlicher Mineralien überhaupt, nicht nur künstlicher Edelsteine, aufgefunden. Er vereinigt nämlich das Princip der Schmelzung und das der Krystallisation aus Auflösungen zu einem einzigen Proceß. Er gibt zu der das Mineral bildenden Substanz eine andere, bei gewöhnlicher Temperatur feste, aber leichter als erstere schmelzende, welche in starker Hitze diese auflöst, wie Wasser das Kochsalz aufnimmt, die aber keinerlei chemische Veränderung hervorbringen darf, und endlich in sehr starker Hitze selbst flüchtig wird, also verdampft, und dabei nach und nach, wie das verdunstende Wasser das Salz in Krystallen zurückläßt, die gelöste Substanz sich ausscheiden und zu gesetzmäßig gebildeten Gestalten vereinigen läßt. Solche Substanzen sind die Borsäure und das borsaure Natron, unter dem Namen Borax allbekannt. Beide schmelzen leicht und verdampfen schon bei der Temperatur, welche in Porzellanöfen zum Brennen des Geschirrs eingehalten wird.

Das Verfahren, welches Ebelmen zuerst anwendete, war folgendes: Nachdem ein jeder derjenigen festen Bestandtheile für sich gewogen worden war, die in die Verbindung eintreten sollten, und man die geschmolzene Borsäure gepulvert hatte, wurde alles sorgfältig gemischt, das Pulver auf ein Platinblech und dieses dann in eine unglasirte Porzellanmuffel gebracht, welche letztere im Vergleich zum Durchmesser nur mäßig hoch war. Die Muffel wurde

ſchöne und glänzende, roſafarbene Kryſtalle, deren Form, ein an den 12 Kanten abgeſtumpftes Octaëder, Härte, Gewicht und Zuſammenſetzung die des echten Spinells waren.

Blauer Spinell wurde bei demſelben Verfahren dargeſtellt durch eine Miſchung von

5,00 Grm. Thonerde,
2,40 » Talkerde,
0,20 » Kobaltoxyd,
4,70 » geſchmolzener Borſäure.

Schwarzer Spinell oder Pleonaſt durch

4,45 Grm. Thonerde,
1,60 » Talkerde,
0,64 » Eiſenoxydul und
4,00 » geſchmolzene Borſäure.

Farbloſer Spinell durch

6,00 Grm. Thonerde,
2,50 » Talkerde,
1,00 » kohlenſauren Kalk und
6,00 » geſchmolzene Borſäure.

Das Gemenge des letztern ſtellte, als es aus dem Ofen kam, eine weiße Maſſe dar, deren mittlerer Theil ſteinartig war, während ſich an den Rändern mehrere Höhlungen zeigten, in welchen man, ſelbſt mit bloßem Auge, reguläre octaëdriſche, völlig durchſichtige und farbloſe Kryſtalle von Spinell unterſchied.

Den Chryſoberyll erhielt er durch Zuſammenſchmelzen von

6,00 Grm. ein wenig eiſenhaltiger Thonerde,
1,62 » Beryllerde und
5,00 » geſchmolzener Borſäure,

und den Chryſolith in kleinen ſechsſeitigen Prismen, deren Baſe durch eine ſchiefe Endfläche erſetzt war, aus

2,00 Grm. Kieſelerde,
2,50 » Talkerde,
0,30 » Eiſenoxyd,
4,00 » geſchmolzener Borſäure und
0,30 » Weinſäure.

Auch die Thonerde ſuchte Ebelmen durch Anwendung von Borſäure und Befolgung genau deſſelben Verfahrens zum Kryſtalliſiren zu bringen. Dieſelbe blieb aber ſtets pulverförmig und das Gewicht des Rückſtandes bewies, daß ſich die Gesammtmenge der Säure während des Verſuchs verflüchtigt hatte, ſelbſt wenn [illegible] geſchmolzene Borſäure auf einen

Theil Thonerde anwendete. Die Verwandtſchaft beider Körper ſcheint nicht hinlänglich zu ſein, um die Borſäure bis zu der Temperatur zurückzuhalten, bei welcher die Thonerde inmitten der geſchmolzenen Maſſe kryſtalliſiren könnte. Er wendete daher ein feuerbeſtändigeres Auflöſungsmittel als die Borſäure, den Borax an und zwar 4 Theile geſchmolzenen, gepulverten Borax auf 1 Theil Thonerde. Das Gemenge, zu welchem ein Hundertſtel des Gewichts der Thonerde an Chromoxyd zugeſetzt worden war, wurde auf einem Platinblech in ein offenes Gefäß gebracht und der Temperatur eines der Züge eines Porzellanofens ausgeſetzt. Das Product dieſer Operation beſtand aus einer großen Anzahl kleiner, durchſichtiger, ſchön rubinrother Kryſtalle, die in einer glaſigen Maſſe zerſtreut waren. Dieſelben ritzten Topas, wurden von Säuren nicht angegriffen und zeigten die Form eines Rhomboëders: es waren echte Rubine. Ihr einziger Fehler, wie auch der aller oben angeführten Edelſteine, war der, daß ſie viel zu klein waren, um zu Schmuckſteinen verſchliffen werden zu können.

Um größere Kryſtalle zu erhalten, waren die Bedingungen nicht günſtig genug. Das Brennen des Porzellans in den Oefen zu Sèvres geſchieht nämlich, indem ihre Temperatur langſam bis zum Weißglühen erhöht und dann das Feuer unterbrochen wird, wenn dieſe Grenze erreicht iſt und 24 — 30 Stunden nach Anfang des Brennens verfloſſen ſind. Das Verdampfen der Borſäure konnte demnach nur in den letzten 5 oder 6 Stunden der Feuerung und bei Temperaturen ſtattfinden, welche zunehmend variirten. Die Menge

Mischung von Thonerde und Borax gab zweierlei Krystalle: Thonerde als Korund (Al_2O_3) in der Form von abgestumpften Rhombоëdern, und nadelförmige Krystalle von borsaurer Thonerde ($3\,Al_2O_3,\ BO_3$) von 2,96—3,00 spec. Gew. Letztere bildeten sich auch sonst manchmal, z. B. bei Erhitzung eines Gemenges von Thonerde, Cadmiumoxyd und Borsäure. Aus einer Mischung von Thonerde und Borax, welcher Kieselerde, kohlensaurer Baryt, kohlensaures Natron, Kalk u. s. w. zugesetzt waren, krystallisirte nur Thonerde (Korund), deren Winkel und spec. Gew. (3,928) mit denen des natürlichen Korunds übereinstimmten.

Außer den genannten Edelsteinen verfertigte Ebelmen noch viele andere Mineralien in schön ausgebildeten Exemplaren, ja sogar gelang es ihm, Verbindungen von den für Edelsteine nöthigen Eigenschaften zu erzeugen, welche bisjetzt ganz unbekannt waren, da die Natur sie gar nicht hervorgebracht hat. Vielleicht wird späterhin das eine oder das andere dieser ganz neuen Mineralien in den Kreis der Schmucksteine mit Erfolg eingeführt werden können. In einigen Fällen benutzte Ebelmen als Flußmittel anstatt des Borax und der Borsäure geschmolzenes kohlensaures Kali (Pottasche) oder Natron (Soda), die sich gleichfalls in sehr hoher Temperatur etwas verflüchtigen. So erhielt er durch Erhitzen von Kieselerde, Magnesia und kohlensaurem Kali eine glasige Masse mit eingesprengten farblosen Krystallen von Chrysolith, welche nach Behandlung der Masse mit verdünnten Säuren und Kalilösung zurückblieben, ferner aus Beryllerde und Kieselerde schöne Krystalle des Phenakit und beim Erhitzen von kieselsaurer Beryllerde mit überschüssigem kohlensauren Natron Krystalle von reiner Beryllerde, welche härter als Quarz und Smaragd waren.

§. 79. Verfahren von Daubrée. [1])

Wesentlich verschieden von den bisher angegebenen Methoden zur Darstellung von Mineralien ist die im Jahre 1849 zuerst von Daubrée veröffentlichte. Die erstern verlangten die Materie schon fertig gebildet. Weitere umsetzende chemische Vorgänge blieben ausgeschlossen; dem gebildeten Material war nur die krystallinische Form zu geben. Der ganze Proceß hierbei zerfällt in zwei Abschnitte: in den ersten, rein chemischen, die Substanz bildenden, und in den zweiten, Gestalt gebenden, mehr physikalischen. Die technischen Schwierigkeiten, welche letzterm entgegenstanden, haben wir schon kennen gelernt. Daubrée aber ist es gelungen, beide Processe in einem einzigen zu vereinigen, d. h. chemische Bildung und Gestaltung gleichzeitig vorzunehmen und dadurch große Erleichterungen zu schaffen. Eine neue Erfindung!

1) „Künstliche Edelsteine“ in Bd. 12 des Werks: „Aus der Entdeckungen auf dem Gebiete der Naturwissenschaften“ (Leipz

[redacted]

nicht gemacht, nur die Anwendung auf den speciellen Zweck geht von ihm aus und ist mit Scharfsinn durchgeführt. Im wesentlichen besteht der Proceß hierbei darin, daß die Bestandtheile des zu bildenden Körpers in Verbindung mit andern Elementen unter solchen Bedingungen zusammengebracht werden, daß sie sich chemisch zu dem erzielten Stoffe vereinigen und ihre Theilchen sich sogleich krystallinisch anordnen. Dazu müssen sie sich natürlich in beweglichem, d. h. flüssigem oder gasförmigem Zustande befinden, denn beim Zusammentreffen von festen Substanzen allein kann keine chemische Vereinigung vor sich gehen. Es sind hier verschiedene Fälle möglich. Entweder wirken die ursprünglichen Stoffe beide als Flüssigkeiten aufeinander, oder nur der eine ist flüssig, der andere fest; oder andererseits der eine ist fest, der andere gasförmig, oder beide befinden sich in letzterm Zustande. Es kommt nur darauf an, daß das durch die Vereinigung gebildete Product fest und krystallinisch sei. Jede dieser vier Methoden ist bereits zur künstlichen Bildung von Mineralien benutzt worden; da wir es aber hier nur mit der Darstellung von Edelsteinen zu thun haben, so beschränken wir uns auf die für unsern Zweck von Daubrée zuerst angewandte und von andern Forschern später etwas veränderte Methode. Ihre Eigenthümlichkeit besteht wesentlich darin, daß zur Ausführung des bildenden und gestaltenden Vorgangs mindestens einer der ursprünglich angewendeten Körper ein gasförmiger ist.

. Zuerst stellte Daubrée auf diesem Wege die Kieselsäure in Form des krystallisirten Quarzes, d. h. in ihrer reinsten krystallinischen Form dar. Da

[redacted]

dem Metall getrennt hat. Dieses kann aber, wegen seiner energischen Verwandtschaft zu andern Elementen, für sich allein nicht gut bestehen. Ein solches findet es im Wasserstoff des Wassers, mit dem es sich vereinigt, und so entsteht Fluorwasserstoff, während sich das Calciumoxyd mit der Schwefelsäure zu Gips verbindet. Aber auch der Fluorwasserstoff hat keinen großen Bestand. Trifft er mit Kieselsäure, sei diese frei als Quarz oder an andere Stoffe gebunden, wie z. B. im Glase, zusammen, so zerlegt er sich; das Fluor vereinigt sich mit dem Silicium zu gasförmigem Fluorsilicium, der Wasserstoff mit dem Sauerstoff der Kieselsäure zu Wasser. So erhaltenes Fluorsilicium ließ Daubrée nun durch ein glühendes Rohr von Porzellan oder Töpferthon streichen. Das Gas kommt auf seinem Wege fortwährend mit der Substanz der Röhrenwände in Berührung. Diese enthält Thonerde, d. h. Aluminium und Sauerstoff. Bei der Glühhitze ist die chemische Verwandtschaft des Aluminiums zum Fluor größer als die des Siliciums. Daher zerlegt sich sowol das Fluorsilicium als auch die Thonerde, indem sie ihre Bestandtheile gegenseitig umtauschen. Es bildet sich Fluoraluminium, welches an Ort und Stelle zurückbleibt, und aus dem Sauerstoff der Thonerde und dem Silicium gleichzeitig Kieselsäure, die durch den Gasstrom noch ein Stück fortgeführt wird und sich nach und nach in Krystallen in den kältern Gegenden der nur theilweise glühenden Röhre absetzt. Die so erhaltenen Krystalle waren nur klein, indessen doch deutlich erkennbar. Es wäre möglich, sie bei großer Vorsicht von beträchtlicherer Größe darzustellen; indessen wird man sich der Mühe schwerlich unterziehen, weil es nicht lohnt, Bergkrystalle künstlich zu erzeugen, die ja in der Natur so häufig vorkommen und deshalb so geringen Preis haben. Es genügt uns die Gewißheit, daß auch der Kieselsäure die sie zum Schmuckstein machende Form nach Belieben gegeben werden kann. Zudem diente ihre Bildung uns zu leichterm Verständnisse der nun zu besprechenden verwickeltern Vorgänge.

Der erste, wirkliche Edelstein, welchen Daubrée gewann, war der Topas. Er ist eine Verbindung von Kieselsäure, Thonerde und Fluorsilicium. Er entsteht in Form einer sehr harten, klein krystallinischen Masse, wenn in einer Porzellanröhre reine Thonerde, wie sie zur Darstellung des Korunds benutzt wurde, in einem Strome von Fluorsiliciumgas geglüht wird. Ein Theil der Thonerde tauscht hier seinen Sauerstoff gegen das Fluor eines Theils des Gases aus. So entsteht Fluoraluminium und Kieselsäure. Letztere vereinigt sich im Augenblicke ihres Entstehens mit unzersetzter Thonerde, und auch etwas unverändertes Fluorsilicium tritt in die Verbindung mit ein. Die so gebildete krystallinische Masse besitzt alle Eigenschaften des natürlichen Topases
die chemische Analyse erzielte die gleichen Mengen der einz
wie sie früher schon in dem natürlichen Edelsteine gefun

Wird ſtatt der Thonerde Magneſia in dem Fluorſiliciumſtrome geglüht, ſo bildet ſich außer Fluormagneſium kieſelſaure Magneſia in der Form des Chryſolith, den, wie ſchon erwähnt, Ebelmen früher auf andere Weiſe gewonnen hatte.

Auch die Darſtellung von viel complicirter zuſammengeſetzten, Kieſelſäure enthaltenden Edelſteinen gelang den Bemühungen Daubrée's; ſo die des Veſuvian, Granat, Smaragd, Zirkon und Turmalin. Es iſt dazu erforderlich, ein Gemenge der in dieſen Mineralien enthaltenen Baſen der Einwirkung des Fluorſiliciums auszuſetzen, wobei die eine ſtets in beträchtlicherer größerer Menge vorhanden ſein muß, als zur Zuſammenſetzung des Steines nöthig iſt; und zwar diejenige, welche am leichteſten ihren Sauerſtoff an das Silicium abgibt und dafür Fluor aufnimmt. Es hat dieſer Ueberſchuß alſo nur den Zweck, die Kieſelſäure zu bilden. Ein Gemiſch von viel reiner Kalkerde und etwas Thonerde, im Fluorſiliciumſtrome geglüht, gab ſchöne, klare Kryſtalle von Veſuvian, einer Verbindung von kieſelſaurem Kalk und kieſelſaurer Thonerde, oder von Granat, welcher faſt dieſelbe Zuſammenſetzung hat und ſich vorzugsweiſe durch größere Dichtigkeit und andere Kryſtallform vom Veſuvian unterſcheidet. Die Granaten ſind indeſſen unter ſich wieder ſehr verſchieden, und zwar nicht nur nach der Farbe, ſondern namentlich nach der die Färbung bedingenden chemiſchen Zuſammenſetzung. Es hat ſich nämlich durch genaue chemiſche Unterſuchungen der kieſelſäurehaltigen Mineralien herausgeſtellt, daß ſie, ohne ihre Natur weſentlich v

lcher vorzugsweise in schön gefärbten klaren Krystallen als Schmuckstein be-
ßt wird. Befindet sich dagegen an Stelle der Thonerde Eisenoxyd unter
ibehaltung des Kalks in dem andern kieselsauren Salze, so haben wir
: uns den gemeinen Granat, der auch roth oder gelb gefärbt ist,
essen nie durchsichtig genug auftritt, um einen geschätzten Edelstein ab-
geben.

Wir haben sonach bereits drei Arten von Granaten nach den drei mög-
en entschiedensten Fällen kennen gelernt. Diese sind indessen nicht die ein-
en. Die große Mehrzahl der Granaten gehört keinem dieser drei bestimm-
Fälle an, sondern ist aus Vereinigungen derselben entstanden. So kann
erſten Falle ein kleiner Theil des Kalks durch Eisenoxydul oder diesem ähn-
e Basen, wie Manganoxydul und Magnesia, ersetzt sein, oder alle diese
sen sind auf einmal im Minerale enthalten. Dadurch entstehen auch der
rbung und der Klarheit nach verschiedene Abarten, deren brauchbarste unter
i Namen Zimmtstein, Grossular und Succinit bekannt sind. Ebenso
n nun die Thonerde durch Eisenoxyd in verschiedenen Mengen vertreten sein.
läßt sich denken, welche Verschiedenheiten dadurch in dem einen Minerale
ranat" hervorgebracht werden. Alle diese sind auch künstlich erreichbar, der
idige Forscher hat nur nöthig, seine Mischungen gemäß dem gesetzten Ziele
treffen und über die glühende Masse Fluorsilicium zu leiten. Daubrée hat
-zwar nicht bemüht, alle Arten des Granats darzustellen, es ist aber kein
eifel an der Möglichkeit ihrer künstlichen Bildung vorhanden.

Von technischer Wichtigkeit könnte die künstliche Bildung einer noch nicht
ähnten Abart dieses Edelsteins sein — die des schön smaragdgrün gefärb-
Uwarowits. Sie würde sich pecuniär in hohem Grade lohnen, wegen der
ßen Seltenheit dieses schönen Edelsteins. Er enthält statt der Thonerde
romoxyd, ist also kieselsaurer Kalk verbunden mit kieselsaurem Chromoxyd.
e Möglichkeit seiner Bildung unterliegt also keinem Zweifel. Es käme nur
rauf an, die Krystalle groß genug zu gewinnen, damit sie geschliffen und
faßt werden könnten.

Smaragd, d. h. eine Verbindung von kieselsaurer Thonerde und kiesel-
rer Beryllerde, erhielt Daubrée, wenn er Thonerde und Beryllerde im Fluor-
lcium glühte und dem Gemisch zur Färbung etwas Eisenoxyd oder Chrom-
, welche beide für einen Theil der Thonerde eintreten, zufügte; Zirkon
ogen, wenn er Zirkonerde der Einwirkung aussetzte. Durch Hinzusetzung
[redacted] die kieselsaure Zirkonerde eine röthliche Farbe

= kann das Chloraluminium zur
natürlich nicht solcher, welche
Salzen bestehen. Das Chlor-

aluminium, eine leicht darzustellende Verbindung des Metalls der Thonerde mit Chlor, ist bei gewöhnlicher Temperatur eine feste Substanz, welche nach vorangegangener Schmelzung schon bei einer Temperatur von 180° siedet und zu Dampf wird. Leitete Daubrée diesen über glühenden Kalk, so verband sich das Metall desselben, Calcium, mit dem Chlor zu Chlorcalcium, während das Aluminium den Sauerstoff des Kalks an sich riß, auf diese Weise zu Thonerde wurde und nun Korundkrystalle bildete. Diese bleiben mit dem geschmolzenen Chlorcalcium gemengt, sind aber leicht durch Waschen mit Wasser davon zu befreien. Beim Ueberleiten eines Gemisches von Chloraluminium- und Chlormagnesiumdämpfen über glühenden Kalk entstanden mit dem Sauerstoff des letztern Thonerde und Magnesia, die sich bei ihrem gleichzeitigen Entstehen zu Spinellkrystallen vereinigten.

Daubree's Methode hat einen Fehler, an welchem die Bildung großer Edelsteinkrystalle scheitert. Er liegt darin, daß mindestens einer der angewendeten Körper ein fester ist. Zwar können die Dämpfe des andern auf diesen wirken, aber doch nur an den Punkten, wo der feste gerade liegt. Ist hier die Wirkung vorüber und das Mineral gebildet, dann geschieht es nicht wieder; der kleine Krystall erhält keinen Zuwachs und bleibt klein. Anders wäre es, wenn immerfort beide Bestandtheile in derselben Gegend von neuem zusammenträfen, sich also die Bildung des Edelsteins an selbem Orte fortsetzte; dann würden die neuentstandenen Theilchen sich leichter den ältern anlegen

Zeit, denn alsbald findet eine Umsetzung der Elemente statt. Das Bor trennt sich von dem Sauerstoff und vereinigt sich mit dem Fluor, während das Aluminium in Verbindung mit dem Sauerstoff tritt und so Aluminiumoxyd oder Thonerde bildet. Diese, bei keinem erreichbaren Hitzgrade flüchtig, setzt sich in fester Gestalt nieder, und zwar meist auf die Platinschale. Dabei lagern sich ihre kleinsten Theilchen nach der ihnen innewohnenden Naturnothwendigkeit zu Krystallen aneinander. Das gebildete Fluorbor dagegen, flüchtiger als irgendeiner der ursprünglich angewendeten Stoffe, entweicht in Dampfform aus dem Tiegel, ist daher auch nicht im Stande, der Krystallbildung im Innern des Apparats störend in den Weg zu treten. Sie geht um so vollkommener vor sich, je langsamer und dauernder der Proceß geführt wird, — je langsamer, weil auf einmal zusammentretende geringe Mengen sich stets besser gesetzlich anordnen, als größere, heftig zusammenstürzende, — je länger, weil dadurch dem einmal vorhandenen Krystalle mehr sich ansetzende Masse zugeführt, er also größer wird. Die Erfüllung letzterer Bedingung hat der Experimentirende stets beim Feuern des Ofens in der Hand; die erstere wird dadurch erreicht, daß die Verbindung des Aluminiums mit dem Fluor und nicht die viel schneller verdampfende des Metalls mit Chlor benutzt wird. Letztere würde zwar im ganzen ebenso wirken und hierbei Thonerde und leichtflüssiges Chlorbor entstehen, aber die Wirkung ginge wegen zu starker Dampfbildung zu schnell vor sich, die Krystallisation hätte durch die massenhafte Anhäufung allzu wenig Freiheit und ließe viele kleinere Krystalle, aber nicht größere, regelmäßige entstehen.

Déville und Caron erhielten auf diese Weise Krystalle von farblosem Korund von mehr als 1 Centimeter (4,2 Zoll) Länge, welche allerdings sehr breit waren, denen aber in der Regel die Dicke fehlte.

Den Rubin (rothen Korund) erhielten sie mit einer merkwürdigen Leichtigkeit auf dieselbe Weise wie den farblosen, nur setzten sie dem Fluoraluminium eine kleine Menge Fluorchrom zu und benutzten Tiegel von Thonerde, indem sie die Borsäure in eine Kapelle von Platin gaben. Das Fluorchrom verdampft gleichfalls in der Glühhitze und setzt sich mit den Borsäuredämpfen in Chromoxyd und Fluorbor um. Das Chromoxyd wird bei den erzielten Hitzgraden ebenso wenig flüchtig als die Thonerde, setzt sich also mit dieser vereinigt in den Krystallen ab und färbt sie mit einer Farbe, die der der schönsten natürlichen Rubine nichts nachgibt.

Der blaue Korund oder eigentliche Sapphir entsteht unter denselben Umständen wie der Rubin und ist ebenfalls d[illegible] färbt. Der einzige Unterschied zwischen beiden besteht [illegible] dieser Hinsicht konnte man aber durch die Analy[illegible]ten, weil der Farbstoff stets sehr wenig bet[illegible]

ihren Versuchen rothe Rubine und dicht danebenliegende Sapphire vom schönsten Blau, ganz übereinstimmend mit der Farbe des orientalischen Sapphirs, deren Veranlassung man nicht kennt. Wahrscheinlich färbt den Rubin ein weniger sauerstoffreiches Oxyd des Chrommetalles, das Chromoxydul, als dasjenige, welches die grünen und blauen Sapphire enthalten, das eigentliche Chromoxyd.

Schön smaragdgrüne Krystalle von Korund (den in der Natur so äußerst seltenen „orientalischen Smaragd"), ganz so gefärbt wie der obenerwähnte Uwarowit, fanden die beiden Forscher öfters auf dem Boden des Tiegels. Sie enthielten nach den Analysen Damour's die größte Menge Chromoxyd, oft bis zu 25 Proc. Es drangen also während des Erhitzens auch Borsäuredämpfe unter die Platinschale herab und setzten sich dort in der angegebenen Weise um, und zwar zu diesen grünen Krystallen, wenn viel Fluorchrom dem Fluoraluminium beigemengt worden war.

Der Zirkon wurde in kleinen Krystallen erhalten, welche ähnlich wie diejenigen des Salmiaks gruppirt sind. Nach demselben Verfahren wie der Korund erzeugt, ist der Zirkon in den Säuren, selbst in concentrirter Schwefelsäure, absolut unlöslich.

Bei Anwendung eines Gemenges von Fluoraluminium mit Fluorberyllium in gleichem Verhältniß und Zersetzen ihrer Dämpfe durch Borsäure bildeten sich Thonerde und Beryllerde, welche sich sofort vereinigten und als Chrysoberylle absetzten. Ein Zusatz von etwas Fluoreisen theilte ihnen je nach der Menge

künstlicher Edelsteine beschäftigt. Es ist ihnen gelungen den starren formlosen Massen auf verschiedenen Wegen bestimmte gesetzmäßige Gestalt zu verleihen; ihre Aufgabe ist also gelöst. Diese Entdeckungen aber nutzbar zu machen, ist Sache der Technik, und es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß sobald diese sich einmal dieser Methoden bemächtigt, noch viel glänzendere Erfolge erzielt werden können. Schon das Arbeiten mit größern Massen, ferner langsameres und anhaltenderes Erhitzen und Verdunsten des Flußmittels in eigens dazu construirten und gefeuerten Oefen werden bessere Resultate ergeben müssen. Der Edelsteinschmuck wird allerdings dadurch einen Theil seiner Kostbarkeit verlieren, aber von seiner Schönheit und Dauerhaftigkeit nichts. Auf diese Weise künstlich dargestellte Rubine und Sapphire leuchten mit demselben Feuer als die natürlichen. Der weniger Bemittelte, der heute noch Glasflüsse trägt, kann sich vielleicht schon in wenigen Jahren mit echten Juwelen schmücken.

Zweiter Abschnitt.

Vom Vorkommen der Edelsteine.

§. 81. Was die Fundorte jedes einzelnen Edelsteins anbelangt, so sind diese im speciellen Theile dieses Werkes unter der betreffenden Rubrik ausführlich angegeben. Wir wollen uns daher hier nur auf einige allgemeine Bemerkungen beschränken.

Was zunächst das Vorkommen der Edelsteine überhaupt betrifft, so sind sie nicht wie die Pflanzen an eine gewisse geographische Breite, an ein bestimmtes Klima gebunden, ebenso wenig als die gemeinen Steine; wir finden sie häufig mit denselben Vollkommenheiten unter den verschiedensten Breiten, wenn sie auch nicht jede Gebirgsart zu ihrem Wohnsitze wählen. Die Diamanten z. B., welche man in Golkonda findet, sind nicht zu unterscheiden von denen, welche im Ural oder in Brasilien vorkommen, die peruanischen Smaragde sind theilweise dieselben wie die vom Rothen Meere oder von Katharinenburg, Beryll kommen in gleicher Schönheit in Brasilien und Sibirien vor und die Amethyste, welche Ceylon und Brasilien liefern, finden sich nicht minder schön in der Pfalz und in Sachsen. Die geographische Lage ist es also nicht, welche [illegible] bingt, obwol nicht zu leugnen ist, daß [illegible] Edelsteine häufiger hervorbringen [illegible] den Ausdampfungen der Erde zu, [illegible] den Tropenländern durch die [illegible] ob die Länder der heißen

Zone zur Bildung jener Blüten der unorganischen Welt geeigneter gewesen wären als der trübe Himmel des Nordens.

Wenn aber das Vorkommen der Edelsteine nicht an eine bestimmte geographische Lage gebunden ist, so scheint dasselbe doch insofern einigen Beschränkungen unterworfen zu sein, als sie nicht in allen Arten von Gebirgen und Gebirgsformationen beobachtet werden. Die werthvollsten finden sich mehr in jenen Gebirgen, welche man für die ältesten der Erde hält, z. B. im Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Urthonschiefer u. s. w. Sie finden sich in denselben theils eingesprengt in die Masse des Gesteins, theils, und zwar die schönsten, frei ausgebildet in Druſenräumen desselben. Kommen sie auf diese Weise vor, also an dem Orte, wo sie ursprünglich entstanden sind, so nennt man dies ein Vorkommen auf primärer oder ursprünglicher Lagerstätte. Viele werden aber auch entfernt von ihrer ursprünglichen Heimat auf secundärer Lagerstätte angetroffen, im Diluvialboden (aufgeschwemmten Lande), oder im Bette der Flüsse mit deren Sand gemengt. Letzteres Vorkommen ist im ganzen das häufigere bei den feinern Edelsteinen. Dieselben sind dann nach Art der Flußgeschiebe durch Ströme, Regengüsse u. s. w. von ihrer ursprünglichen Stätte losgerissen und fortgeführt worden, wodurch sie sich abrollten und zurundeten; nur durch ihre Härte geschützt, bewahren manche zuweilen noch Spuren ihrer äußern Krystallform. Auf Ceylon, in Ostindien, Brasilien und neuerdings auch in Australien und Californien, also denjenigen Ländern, welche uns, mit Ausnahme vom Ural und Sibirien, die Hauptmasse der Edelsteine liefern, ist die-

nderte hindurch beſitzen und den Nachkommen überlaſſen, ohne deren Natur d ſpecifiſchen Werth genauer zu kennen, wenn man auch ihren prächtigen anz, ihre Reinheit, Durchſichtigkeit, Feſtigkeit und Härte, ihre kryſtalliniſche rm und anmuthige Farbe bewunderte, dieſelben als Kleinodien aufbewahrte, er zur Verzierung verſchiedener Schmuckgegenſtände verwendete. Namentlich gen die reichen, Pracht und Luxus liebenden Herrſcher orientaliſcher Staaten on zu Salomo's Zeiten koſtbare Schätze dieſer Art aufzuweiſen gehabt haben, chten ihnen nun ſolche Naturproducte aus eigenen oder aus fremden Ländern erliefert worden ſein. In Beziehung auf Aegypten wiſſen wir, daß daſelbſt uralten Zeiten die Bearbeitung verſchiedener halbedler Steinarten zu Scara- en (Käfergemmen) heimiſch war, und laut der Darſtellung der Septuaginta d des Philon war nach der Verordnung des Moſes die Gewandung des henprieſters der Iſraeliten ſchon zur Zeit des Geſetzgebers mit den edelſten einen verziert (Jer. 17, 1; 2 Moſ. 28, 17—20 und 39, 10—13). f jedem Achſelſtreifen des Prachtrocks war ein Stein befeſtigt und in dem mmenſchildchen, das der Hoheprieſter auf der Bruſt „zum Anſehen und Pracht" trug, ſah man deren 12 in Gold gefaßt, die Urim und Thum- m, von welchen jeder einem Volksſtamme geweiht war. (Fig. 25.) Jedoch be- iſen die Namen der Edelſteine bei den Hebräern, daß ſie die Kenntniß der- ben von den Aegyptern erhalten haben. Auch ſind bei weitem nicht alle elſteine der Heiligen Schrift die nämlichen, welche die Mineralogie unſerer ge darunter verſteht; nur vom Sapphir könnte man dies vielleicht mit einiger wißheit ſagen.

In Betreff der Inder berichtet Strabo, daß ſie ſich mit Gold und edeln einen ſchmückten und daß ſie ihre Gefäße aus edeln Metallen mit Smarag- i, Beryllen und Rubinen ausſtatteten. Aehnliches meldet Plinius. Wie alt ihnen dieſe Sitte war, läßt ſich nun freilich nicht genau beſtimmen. Bei uralten Cultur der Inder darf man auf ein bis zwei Jahrtauſende zurück- en. In ihrer bilderreichen Poeſie wird der edeln Steine oft gedacht.

§. 83. Vom Orient aus konnten dann wol durch die überall hin hiffahrt und Handel treibenden Phönizier koſtbare Steine auch nach Hellas racht werden, ebenſo wie Bernſtein, Elfenbein, Purpurfarben und ähnliche offe, welche bereits das Homeriſche Epos dem heroiſchen Zeitalter aneignet. e Homeriſchen Geſänge enthalten Andeutungen von edeln, glänzenden Stoffen, r Wahrſcheinlichkeit nach [illegible] welche zum Schmuck dienten, n jedoch beſtimmte [illegible] erſelben anzugeben. Hier t nämlich die Hero und verſieht auch die ſonn mit koſtbare Subſtanz ſich nicht nen koſtbaren der Penelope ein nlich gearbeitet in verziert, glän-

zend wie die Sonne. Eurydamas dagegen überreicht einen ſtattlichen Ohrenſchmuck, welcher mit denſelben Worten beſchrieben wird wie der der Here (Odyſſee, XVIII, 294 fg.). Ein ſolcher Ohrenſchmuck muß alſo, wenn auch nicht im heroiſchen doch im Homeriſchen Zeitalter zur Toilette fürſtlicher Frauen gehört haben.

Von den übrigen edeln Steinarten, die die ſpätern Griechen kannten, finden wir im Homeriſchen Epos noch keine Spur, wie z. B. vom Diamant, Smaragd, Anthrax oder Rubin, Sapphir u. ſ. w. Im Verlaufe des 7. und 6. Jahrhunderts v. Chr. waren die Hellenen bereits zur Kenntniß verſchiedener edler Steine gelangt, und die Herrſcher in griechiſchen und halbgriechiſchen Ländern begannen nun ſchon Schmuck- und Siegelringe mit geſchnittenen Steinen zu tragen. Theodorus der Jüngere von Samos wird uns als der erſte Steinſchneider genannt. Der vielgenannte Schickſalsring des Polykrates war dieſem Herrſcher gewiß nicht allein durch den koſtbaren Stoff, ſondern auch durch die künſtleriſche Arbeit, durch ſein Gebilde, ſo werthvoll, daß er ſeinen Verluſt für ein großes Unglück betrachtete und durch dieſes freiwillige Opfer eine Wandlung ſeines ſtetigen Glückes abwenden zu können wähnte. Herodot (und mit ihm ſpätere Griechen) nennt den Samier Theodoros, Sohn des Telekles, als Verfertiger deſſelben.

Mit Beginn des 5. Jahrhunderts finden wir bei den Griechen bereits eine Schrift, ein didaktiſches Gedicht, über die edeln Steine, ein Beweis, daß man ſchon lange zuvor eine wenn auch noch unvollſtändige Kenntniß derſelben

das Asterion, der Siderites, Hämatites, Nebrites, Chalazios und der Chrysoprasos beleuchtet und ihre seltsamen Wunderkräfte besungen. — Der das ganze Lehrgedicht durchwehende Glaube an geheime und übernatürliche Wunderkräfte der genannten Steine darf nicht befremden, da wir denselben nicht nur bei allen alten Völkern in ihren ersten Culturstadien finden, sondern derselbe noch gegenwärtig bei den gebildetsten Nationen in den untersten Volksschichten wie bei vielen Gebildeten existirt (die Kaiserin Eugenie von Frankreich trägt keinen edlen Opal, weil derselbe dem Träger Unglück bringen soll).

Von der Zeit des orphischen Lehrgedichts ab gewann natürlich die Kenntniß der edeln Steine bei den Griechen einen größern Umfang und weitere Ausbreitung. Herodot muß schon viele derselben genau gekannt haben. Er erwähnt außer dem Smaragd im Ringe des Polykrates noch oftmals Siegelringe, wie den des Darius, und beschreibt die sogenannte Smaragdsäule im Tempel des Herakles zu Tyros, welche des Nachts einen außerordentlichen Lichtschein verbreitet haben soll. Platon erwähnt den Sard, den Jaspis, den Smaragdos; auch waren ihm der Diamant, Bernstein und Magnet nicht unbekannt und er gibt schon Andeutungen über die Entstehung der gemeinen und edeln Steine, sowie über die von Natur entstandenen sechskantigen, octaedrischen oder prismatischen Formen der letztern. Ohne Zweifel war Aristoteles, der Freund und Bearbeiter der Naturgeschichte, welcher allen ihren merkwürdigen Erscheinungen die größte Aufmerksamkeit zuwandte, in diesem Gebiete viel weiter vorgeschritten als Platon und er kannte gewiß eine weit größere Masse derselben als jener und wußte die Merkmale und specifischen Eigenschaften der edeln Steine viel genauer zu unterscheiden. Von seinem Schüler Theophrastos besitzen wir eine kleine Schrift, welche sich vorzüglich auf die edeln und halbedeln Steine bezieht.

§. 84. Spätere griechische Autoren reden nur gelegentlich von der einen oder andern halbedeln Steinart, oder von edeln Steinen in Siegelringen, je nachdem sich dazu Veranlassung darbot. So gedenkt Strabo der indischen Smaragde, Berylle und Rubinen und berichtet, wie der Kyzikener Eudoxos von Indien gesegelt und kostbare Steine mitgebracht habe. Diodoros erwähnt den Topas, der auf der Schlangeninsel im Arabischen Meerbusen sich finde, weshalb diese Insel von den Ptolemäern sorgfältig bewacht worden sei. Weit ausführlicher ist in Beziehung auf die edeln Steine Dionysios Periegetes, in dessen gedrängtem, die ganze damals bekannte Erde umfassendem geographischen Lehrgedichte man am wenigsten eine so vielfache Erwähnung der edeln Steine suchen sollte. Er erwähnt den hellstrahlenden Diamant, den schönen Asterios, der wie ein Stern leuchte, und den Lychnis, der der Farbe des Feuers ähnlich sei, ferner den blauen Beryll, den blaß durchscheinenden Jaspis, den reinen smaragdischen oder bläulichen Topas, den lieblichen Amethyst mit sanftem Purpurglanz u. s. w.

Zur Zeit Alexander's des Großen und noch mehr zur Zeit der prachtliebenden Diadochen, der Ptolemäer in Aegypten und der Seleuciden in Syrien war im Orient ein unglaublicher Luxus im Gebrauch der edeln Steine eingetreten, ein Beweis, daß solche jahraus jahrein aufgefunden und namentlich von Indien aus in den Handel gebracht wurden. Die edeln Steine dienten jetzt nicht allein zur Ausstattung der Fingerringe, sondern auch zur Verzierung der mannichfachsten Gegenstände, insbesondere der Trinkpokale aus edeln Metallen, auch der größern Gefäße, wie der Krateren, dann der Candelaber, der Waffen und verschiedener Luxusgegenstände. Das Höchste in dieser Art hatten wol die jungen Seleuciden zu Antiochia zur Zeit des Cicero und Verres geleistet. Sie hatten einen Candelaber aus den hellsten Edelsteinen mit bewunderungswürdiger Kunstfertigkeit herstellen lassen, um ihn zu Rom auf dem Capitolium in der Cella des Jupiter Optimus Maximus als Weihgeschenk aufzustellen. An diesem Werke von verschwenderischer Pracht wetteiferte die Kunst mit dem Glanze des Stoffes, indem nach der Beschreibung des Cicero die vortrefflichsten und reinsten Edelsteine dazu verwendet worden waren.

§. 85. Den Römern mußte überhaupt eine weit vollständigere Kenntniß der Edelsteine möglich werden, namentlich seitdem sie die Schätze Asiens und Afrikas kennen gelernt und größtentheils erbeutet hatten. Auch wurden während der Kaiserherrschaft alle Gattungen kostbarer Naturproducte und Kunstschätze nach der luxuriösen Weltstadt gebracht, und es mußte daher denjenigen, welche Neigung zu den Naturwissenschaften hatten, leicht werden, ihre Kenntniß

Farben versucht hat, sowie er z. B. die Steine von grüner oder grünlicher Farbe aufeinander folgen läßt. Ferner darf nicht verkannt werden, daß er die Krystallisationsformen der Edelsteine erkannt hat, da er sechskantige, octaëdrische, polygone, prismatische Gestalten derselben erwähnt und das stetige Gesetz solcher Formationen andeutet. Dagegen war ihm sowie dem gesammten Alterthum die chemische Analyse der Mineralien völlig unbekannt, und es ist dieselbe ja auch erst zu Ende des vorigen Jahrhunderts bei uns begonnen worden.

Mit dem Diamant beginnend, der schon damals für den kostbarsten aller tellurischen Stoffe gehalten wurde, geht er zu den Perlen, dem Smaragd, Beryll, Chrysoberyll, edeln Opal, Sardonyx, Carbunculus, Topas, Chrysopras, Prasem, Malachit, Jaspis, Cyanos, Sapphir, Amethyst, Hyacinth, Chrysolith, Asterios u. s. w. über. Nachdem er die edlern und größtentheils durchsichtigen Steinarten von den vorzüglichsten Farben durchgegangen hat, beginnt er mit der Beschreibung der geringern und fängt mit dem Achat an, dem der Heliotrop, Krystall, Bernstein und eine Menge anderer uns jetzt größtentheils unbekannter folgen.

§. 86. Während dieser Zeit war der Luxus zu Rom mit edeln Steinen enorm geworden. Die Kaiserinnen schmückten ihre Gewänder mit Edelsteinen von ungeheuerm Werthe. Die Lollia Paulina, nur auf kurze Zeit Gemahlin des tollen Caligula, trug am ganzen Leibe Smaragde und Perlen von unermeßlichem Werthe. In Betreff der Trinkgefäße bemerkt Plinius: Wir trinken aus einer Masse von Gemmen und setzen Trinkbecher aus Smaragden zusammen. Lydus de magistratibus läßt den Kaiser Augustus als Pontifex Maximus ein mit edeln Steinen geschmücktes Gewand tragen, nebst einer auf dieselbe Weise verzierten Agraffe. So wurden Saiteninstrumente mit kostbaren Gemmen besetzt. Der Kaiser Gallienus trug mit edeln Steinen besetzten Waffenschmuck. Elogabalus sowol als Gallienus trugen mit edeln Steinen besetzte Schuhe und Elogabalus sogar mit gravirten ausgestattete, da doch auf diese Weise die Arbeit des Künstlers nicht wahrgenommen werden konnte. Unter den spätern Kaisern hatte die Sitte, Gefäße aus edeln Metallen mit Gemmen zu besitzen, eine große Ausdehnung gewonnen. Auch Götterbilder wurden mit edeln Steinen ausgestattet, wie die Statue der syrischen Göttin, welche Lukianos beschrieben hat. Ferner wurden während der spätern Kunstperioden Statuen aus Erz und Marmor künstliche Augen aus Edelsteinen eingesetzt, ebenso wie aus edeln Metallen, und nach Gori's Vermuthung (welche er aus Inschriften geschöpft hat) gab es in der spätern Kaiserzeit besondere Künstler, welche sich mit [illegible] scher Augen beschäftigten. — So [illegible] thschaften. Die Sänfte des [illegible] Elogabalus war [illegible] ausgestattet. Die Zenobia [illegible] trug eine Bulla [illegible] ch mit edeln Steinen be-

ſetzte Gefäße. Der oſtrömiſche Kaiſer Konſtantius ſaß bei ſeinem glänzenden Einzuge in Rom auf einem goldenen Wagen, welcher mit edeln Steinen ausgeſchmückt einen ſtrahlenden Glanz verbreitete. Auch wurden Leibgürtel damit beſetzt, wie ſolche Themiſtios erwähnt hat. In der ſpätern Kaiſerzeit finden wir ſogar die Waffen der Gladiatoren mit Gold und Edelſteinen geſchmückt und Schild, Helm und Lanzen, welche zu Fahnen dienten, wurden an ihrem obern Theile mit Gemmen verſehen. Die kaiſerliche Herrſcherkrone wurde zuerſt von Konſtantin dem Großen mit edeln Steinen ausgeſchmückt, und dies blieb dann herkömmliche Sitte.

§. 87. Von ſpätern Schriftſtellern, welche ſich mit den Edelſteinen beſchäftigten, iſt namentlich noch Iſidorus, Biſchof von Sevilla (630 n. Chr.) zu erwähnen. Nachdem er de lapidibus vulgaribus, dann de lapidibus insignioribus, namentlich de marmoribus, gehandelt, geht er zu den edeln Steinen (gemmae) über, welche er nach ihren Farben und zwar etwas conſequenter als Plinius eingetheilt hat. Er ſetzt dann die Gemmen ſofort mit den Ringen in Verbindung, und nachdem er, wie Plinius und andere alte Autoren, den Anfang im Gebrauch der Schmuck- und Siegelringe von dem Prometheus hergeleitet, handelt er im ſiebenten Kapitel des ſechzehnten Buchs nicht wie Plinius zunächſt über den Diamant, ſondern über die edeln Steine von grüner und grünlicher Farbe, unter welchen der Smaragd die erſte Stelle behaupte. Zu den Diamanten geht er erſt im dreizehnten Kapitel über, in welchem er die Kryſtalle überhaupt betrachtet. Von den grünen Steinen be-

zu berücksichtigen, sowie auch früher der Arzt Dioskorides mehrere edle Steinarten in das Bereich der Heilmittel gezogen hatte.

Der Bischof Marbodus beschreibt vorzüglich die vermeintlichen Heil- und Wunderkräfte, die mysteriös-dynamischen Eigenschaften der Edelsteine. Wie Onomakritos seine Schrift vom Orpheus, so läßt Marbodus die seinige vom Evax, einem Könige der Araber, ausgehen, als einem Zeitgenossen des Kaisers Tiberius, welchem derselbe sein Werk gewidmet habe. Marbodus bezeichnet seine Schrift als einen Auszug aus dem Werke des Evax, welchen er nur für wenige Freunde bestimmt habe, um die darin enthaltenen Lehren nicht zu profaniren. Er befolgt eine andere Anordnung als seine Vorgänger, beginnt jedoch ebenso wie jene mit dem Diamant, welchen er aus dem fernsten Indien stammen und aus Krystallbergwerken gewinnen läßt. Die meisten seiner Angaben hat er dem Plinius entlehnt. In mineralogischer Beziehung hat demnach seine Darstellung, wie auch die des Psellos, einen sehr geringen Werth.

§. 89. Man fing jetzt überhaupt an, den Edelsteinen die wunderbarsten Kräfte zuzuschreiben, viel über ihre Entstehung zu fabeln und die seltsamsten und verkehrtesten Ansichten und Beschreibungen von ihnen zu verbreiten. Sie sollten vorzüglich auf Gesundheit und Schönheit, auf Reichthum, Ehre und Glück Einfluß haben; man trug sie und nannte sie Amulete, man brachte sie in Verbindung mit den Planeten und Jahreszeiten, und im Einklange mit den zwölf Sternbildern standen die sogenannten Gesundheits-, Monats- und Zodiakalsteine. Man trug jeden Monat einen bestimmten Stein, dem gerade in dieser Zeit ein besonderer Einfluß zugeschrieben wurde, oder man faßte sie alle zusammen, um sich in ihrem Gebrauche nicht zu irren.

Diesen Gebrauch finden wir schon sehr früh und er steht offenbar in Verbindung mit dem Gemmenschildchen des Hohenpriesters bei den Hebräern, wovon schon vorher Erwähnung geschehen. Man trug die Beziehung auf die Monate über und weihte einem jeden einen Stein, mit welchem sich später Ideen über ihre Heilkraft verbanden, die sich bis auf unsere Zeit fortpflanzten. Die Steine, den einzelnen Monaten entsprechend, sind:

Januar, Hyacinth (Dan).
Februar, Amethyst (Gad).
März, Jaspis (Benjamin).
April, Sapphir (Issaschar).
Mai, Achat (Naphthali).
Levi).

cher).

October, Beryll (Joseph).
November, Topas (Simeon).
December, Rubin (Juda).

Doch finden in dem Gebrauch der Steine in den bestimmten Monaten bei den Juwelieren mehrere abweichende Ansichten statt, und einige nehmen nicht die eben angeführte Reihenfolge der Steine, wie sie in dem Gemmenschildchen verzeichnet sind, an, sondern machen folgende Aenderungen:

Für den Mai den Smaragd,
Juni den Chalcedon, Achat oder Onyx,
Juli den Karneol,
August den Sardonyx,
October den Aquamarin,
December den Chrysopras, Türkis oder Malachit.

§. 90. Auch die zwölf Apostel wurden sinnbildlich durch Edelsteine dargestellt, und man nannte diese Steine Apostelsteine. So erklärten Tirinus und Rocus den felsenfesten Jaspis als Fels der Kirche und Sinnbild des Petrus; den hellblauen Sapphir als das himmlische Vertrauen und die Beständigkeit des Andreas; den Chalcedon als den liebenden Jakobus; den Smaragd als den reinen, sanften Johannes, den freundlichen Sardonyx als Philippus; den Karneol als den Märtyrer Bartholomäus; den Chrysolith als den sonnenklaren Matthäus; den unbestimm-

[redacted]

Durchſichtige.	Undurchſichtige.
;ade.	Jaspis.
	Katzenauge.
.r.	Labrador, Laſurſtein, Lava.
Melanit.	Malachit.
Natrolith.	Nephrit, Nilkieſel.
›al.	Onyx.
	Porphyr, Plasma.
	Quarzachat.
uchtopas.	Roſenquarz.
Spinell.	Sarder.
.rmalin.	Türkis.
:anerz).	Ultramarin (Laſurſtein).
	Verde-antico (Porphyr).
hir.	
›olzopal).	Xylolit (verſteinertes Holz).
	Yeux de chat.
trin.	Zeylonit (Pleonaſt).

e man z. B. den Namen „Alice" durch die Steine in einem Ringe ſo wählte man dazu folgende:

Amethyſt.
Luchsſapphir.
Jodkras.
Chryſolith.
Epidot.

Vierter Abſchnitt.
Bearbeitung der Edelſteine.

Erſtes Kapitel.
Steinſchneiderei.

1. Die ſchätzbaren Eigenſchaften der Edelſteine, Glanz, ſtarke Strah- , und Farbenzerſtreuung, Durchſichtigkeit u. ſ. w., treten am rohen ſtig nur ſehr wenig hervor. Um dieſelben zu Gegenſtänden des mzubilden, unterwirft man ſie daher dem Schnitt, wodurch ſie achtvolles Ausſehen in vollem Maße Die Kunſt, welche deſteinkunde.

sich damit beschäftigt, führt den Namen Steinschneiderei.[1]) Sie zerfällt in zwei Hauptzweige:

1. Die Steinschleiferei oder die Umbildung des rohen Steins in eine regelmäßige, von glatten und glänzenden Flächen begrenzte Form.
2. Das Graviren in Stein oder die Ausarbeitung von entweder vertieften oder hervorspringenden Zeichnungen auf dazu geeigneten größern Flächen.

1. Steinschleiferei.

Geschichtliches.

§. 93. Das Steinschleifen, oder die Kunst, Edel- und andere Schmuck steine zu vielflächigen Körpern zu schneiden und ihre schätzbaren Eigenschaften dadurch hervorzuheben, war in der Weise, wie es heutigen Tages geschieht, den Alten noch nicht bekannt. Man begnügte sich mit Abreibung der Ecken, mit Polirung der natürlichen Flächen und richtete die Steine in der Regel zum Tragen an Schnüren zu. So ist die Agraffe des kaiserlichen Mantels Karl's des Großen noch mit solchen Diamanten besetzt, von denen nur die natürlichen Octaëderflächen etwas polirt sind (Spitzsteine). Im Jahre 1290 bildete sich schon eine Steinschleiferzunft zu Paris, und 1373 gab es schon Diamantpolirer in Nürnberg; man weiß aber nicht, welcher Mittel sie sich dazu bedienten. Etwas später gaben sich die dortigen Tafelschneider und alle übrigen Steinschneider für freie Künstler aus und wurden mit einer Ordnung

Pyramide geschnitten ist. In dem Inventarium der Kleinodien Ludwig's, Herzogs von Anjou, welches in den Jahren 1360—68 aufgestellt wurde, wird folgender geschnittener Diamanten Erwähnung gethan: ein Reliquienkästchen, in welchem sich ein Diamant in Schildform befand; zwei kleine Diamanten, auf beiden Seiten mit drei flachgeschliffenen Vierecken; auf einem Salzfaß ein kleiner Diamant in Form eines runden Spiegels; ein dicker Diamant mit vier Facetten; ein Diamant in Form einer Raute; ein achtseitiger, ein sechsseitiger flacher Diamant, u. s. w. Allerdings begünstigten alle diese Formen keineswegs das Farbenspiel des Diamanten; dafür war aber auch die Kunst des Diamantschliffs, weil die farbigen Steine viel geschätzter waren, noch in ihrer Kindheit. Zu Anfang des 15. Jahrhunderts findet man schon Spuren der Diamantschneidekunst in Paris in dem Verzeichnisse der Künstler und Handwerker, und man bezeichnet noch dort einen Kreuzweg, La Courarie genannt, wo nach der Sitte jener Zeit die Diamantschneider zusammenwohnten. Im Jahre 1407 hatte der Schnitt des Diamants unter der Ausübung eines geschickten Arbeiters, Namens Hermann, schon erhebliche Fortschritte gemacht, und er und seine Genossen mußten schon längere Zeit sich mit dieser Kunst beschäftigt haben, weil bei dem glänzenden Gastmahle, welches der Herzog von Burgund im Jahre 1403 dem Könige von Frankreich mit seinem Hofe im Louvre gab, die edeln Gäste unter den Geschenken des ruhmvollen Amphitryon auch elf Diamanten empfingen, welche auf 786 Thlr. in Gold geschätzt wurden. Es ist erwiesen, daß diese Diamanten geschnitten waren, unvollkommen allerdings, aber doch genug, um ihr natürliches Farbenspiel so zu vermehren, daß man sie als Geschenke darbieten konnte. Erst im Jahre 1456 aber entdeckte Ludwig van Berquen, welcher sich lange in Paris aufgehalten hatte, zu Brügge die Kunst, die Diamanten mit regelmäßigen Facetten zu versehen und dadurch ihr Farbenspiel so bedeutend zu erhöhen. Diese Entdeckung machte eine solche Revolution im Handel, daß alle seine Zeitgenossen ihn als den eigentlichen Entdecker des Diamantschliffs betrachteten. Im Jahre 1465 haben wir schon zu Brügge eine förmliche Zunft der Diamantslipers, namentlich werden Jean Bellamy, Christian van der Scilde, Gilbert van Hiſtberghen und Leonard de Broudère als geschickte Arbeiter genannt. Im Jahre 1475 machte Ludwig van Berquen seine ersten Versuche mit dem vervollkommneten Schnitt an drei großen Diamanten von einer außergewöhnlichen Dimension, welche ihm von Karl dem Kühnen, Herzog von Burgund, übergeben wurden. Der erste war ein ziemlich dicker Stein, den man „Mirroir“ genannt hatte, der zweite kam in die Hände eines mailändischen Edelmanns, der ihn in Gold fassen ließ, der mit Facetten umgab und der später der Schlacht von Granson verloren. Karl IV., und der dritte, ein Siegel und wurde in einen Ringen Hände darstellte.

Merkwürdigerweise erhielt der treulose Ludwig XI. denselben als Geschenk von dem unglücklichen Herzoge. Robert van Berquen erzählt, daß sein Großvater Ludwig 3000 Dukaten für seine Arbeiten von Karl dem Kühnen erhielt. Von den Schülern Ludwig van Berquen's gingen nun einige nach Anvers, andere nach Amsterdam, einige auch nach Paris. In letzterer Stadt gedieh die Kunst der Diamantschneider aus Mangel an Arbeit und Ermuthigung, und wahrscheinlich auch weil man kein rohes Material hatte, nur wenig. Erst durch den mächtigen Einfluß des Cardinals Mazarin wurde dieselbe dort gehoben. Derselbe ließ die zwölf dichsten Diamanten der französischen Krone von französischen Künstlern von neuem schneiden und dieselben erhielten seitdem den Namen der „zwölf Mazarins". Was aus diesen kostbaren Steinen geworden ist, weiß man nicht. In dem Inventarium des französischen Kronschatzes vom Jahre 1774 findet sich nur einer unter der Nummer 349 mit dem Namen „der zehnte Mazarin". Derselbe ist ein viereckiger Brillant mit etwas abgerundeten Ecken, von reinem Wasser, wiegt 16 Karat und wurde auf 50000 Fr. geschätzt.

Die hohe Ermuthigung des Cardinals und der Geschmack an Diamanten, welcher anfing sich in den höhern Klassen zu verbreiten, ließ den französischen Künstlern solche Erfolge erreichen, wie man sie an den geschnittenen Diamanten im 16. Jahrhundert bemerkt. Später, am Ende des 17. Jahrhunderts, erfand Vincent Peruzzi zu Venedig, als er Versuche mit farbigen Diamanten machte, die Form des Brillant recoupé. Paris besaß in dieser Epoche 75 Diamantschneider in voller Thätigkeit, und es waren darunter äußerst geschickte Meister, wie Dauvergne, Jarlet u. a.; der letztere schnitt selbst für die russische Krone einen Diamant von 90 Karat. Obgleich man dieser Industrie eine glänzende Zukunft in Paris prophezeite, so siechte sie doch nach und nach dahin; man fand keine Schüler mehr, die alten Steine waren alle von neuem geschnitten und die roben kamen nicht nach Paris; kurz im Jahre 1775 gab es nur noch sieben Meister, welche kaum das Leben fristeten, was aber nicht verhinderte, daß man in dieser Epoche 1996 rohe Steine von 3832 Karat Gewicht von Paris nach Anvers schickte, um dort zu Brillanten geschliffen zu werden. Die Industrie der Diamantschneiderei lag also ganz danieder, als noch einmal gegen Ende des Ministeriums Calonne sich ein Fremder Namens Schrabracq der Regierung anbot, dieselbe wieder in die Höhe zu bringen. Man richtete in einem großen Lokal der Vorstadt St.-Antoine 27 Mühlen ein, nahm Schüler an und alles schien ganz gut zu gehen, als eines Tags Schrabracq ohne irgendeinen Grund plötzlich verschwand und man ihn nie wiedersah. Seit dieser Zeit ist in Paris diese Kunst nur immer von zwei bis drei Arbeitern ausgeübt worden, welche sich fast nur damit beschäftigen, zerbrochene Facetten wiederherzustellen.

§. 95. In der neuesten Zeit ist die Diamantschleiferei in Holland am meisten in Flor. Auch London hat Künstler, die mit großer Geschicklichkeit Edelsteine zu bearbeiten verstehen, aber so wenig häufig, daß nicht selten von dort viele Steine nach Holland gesendet werden, wo, wegen der größern Anzahl von Mitbewerbern, der Arbeitslohn geringer ist.

Merkwürdigerweise haben die amsterdamer Juden diesen Industriezweig fast ausschließlich monopolisirt. Zu einer Zeit, in welcher sie bei allen andern Nationen Europas verfolgt wurden, ermunterten die freisinnigen Gesetze und der blühende Handel Amsterdams sie, sich in großer Anzahl daselbst niederzulassen, und die Diamantmühlen wurden unter dem besondern Schutze errichtet, welchen die holländischen Staaten dem Kapital und dem Unternehmungsgeist gewährten. Man hat berechnet, daß nicht weniger als 10000 von den 28000 in Amsterdam lebenden Juden mittelbar und unmittelbar am Diamanthandel betheiligt sind.

Die Diamantschneidercompagnie unter der Leitung Hrn. Ponse's hat drei insgesammt durch Dampf betriebene Factoreien. Die vereinigte Leitungsvorgelegt der Maschinen beträgt 95 Pferdekraft, durch welche 438 Mühlen getrieben und 925 Arbeiter beschäftigt werden. Außer dieser gibt es in Amsterdam noch zwei Diamantschneidfactoreien, deren eine der Firma B. L. M. Arons gehört und von Hrn. Prins geleitet wird; sie hat eine Maschine von 6 Pferdekraft, treibt 40 Mühlen und beschäftigt 70 Personen. Die andere ist Eigenthum Hrn. Coster's; sie besitzt eine Dampfmaschine von 40 Pferdekraft, treibt 72 Mühlen und gibt 150 Arbeitern Beschäftigung. In den Factoreien der Diamantschneidercompagnie, sowie in der des Hrn. Prins, sind die Mühlen zu einem bestimmten Preise für die Stunde oder den Tag denen überlassen, welche keine Actieninhaber sind. Hrn. Coster's Mühlen dagegen werden auf seine eigene Rechnung betrieben und ihm hat man die beiden werthvollsten Edelsteine, die in den letzten Jahren geschnitten wurden, den „Kohinoor" und den „Stern des Südens", anvertraut.

§. 96. In Indien, woher wir die meisten feinern Edelsteine erhalten, bearbeitet man dieselben äußerst roh und unvollkommen. Man sieht dort weniger auf schönen, kunstgerechten Schliff als auf die Größe des Steins, in der falschen Meinung, durch Größe und Gewicht ihn besser verkaufen zu können. Ersterer ist daher meist sehr unregelmäßig und unsymmetrisch, indem Seitenflächen und Facetten nicht nach bestimmten Gesetzen angelegt, sondern meist ungeordnet durcheinander angebracht sind und wegen Mangels an tauglichen Werkzeugen oft ganz schief fallen. Der Stein wird dadurch nach der Kunstsprache klumpig. So fehlte dem „Kohinoor", der im 17. Jahrhundert durch den venetianischen Künstler Hortensio Borgio ungeschickt geschnitten worden war, vollkommen die funkelnde Schönheit des Edelsteins. Welche Stellung

ihm auch die Commiſſare in der londoner Ausſtellung zu geben ſuchten, es war ihnen nicht möglich, ihn ſchöner als ein Stück Bergkryſtall erſcheinen zu laſſen; nachdem er aber wieder geſchnitten worden, wurde er einer der prachtvollſten Brillanten. Die beiden berühmten Diamanten des Schahs von Perſien, der „Dariainoor“ (das glänzende Meer) und der „Kohinoor“ (Berg des Lichts) — nicht zu verwechſeln mit dem obigen —, liefern ebenfalls ein Beiſpiel hiervon. (Fig. 26 u. 27 und Fig. 28 u. 29.) Erſterer wird von demſelben am linken Arme, letzterer am rechten Beine getragen.[1]) Betrachtet man dagegen den Diamant (Fig. 30 u. 31), welchen die Krone Frankreichs beſitzt, der 136¾ Karat ſchwer, 14 Linien lang, 13¼ Linie breit und 9¼ dick, und der unter dem Namen „Regent“ bekannt iſt, ſo wird die unregelmäßige Bearbeitung der vorigen noch auffallender.[2]) Indiſche Steine von ſo roher Form werden Labora genannt und umgearbeitet, wenn ſie zu uns gebracht werden.

Die Steinſchleiferei im beſondern theilt man ein in die Diamantſchneiderei, Edel- oder Kleinſteinſchneiderei und Galanterie- oder Großſteinſchneiderei.

A. Diamantſchneiderei.

§. 97. Diamantbort.

Der Diamant, als der härteſte bekannte Naturkörper, kann nur wieder mittels Diamant bearbeitet werden, welchen man in Geſtalt eines feinen Pulvers (Diamantbort) anwendet. Man bereitet daſſelbe aus ſchlechten gar

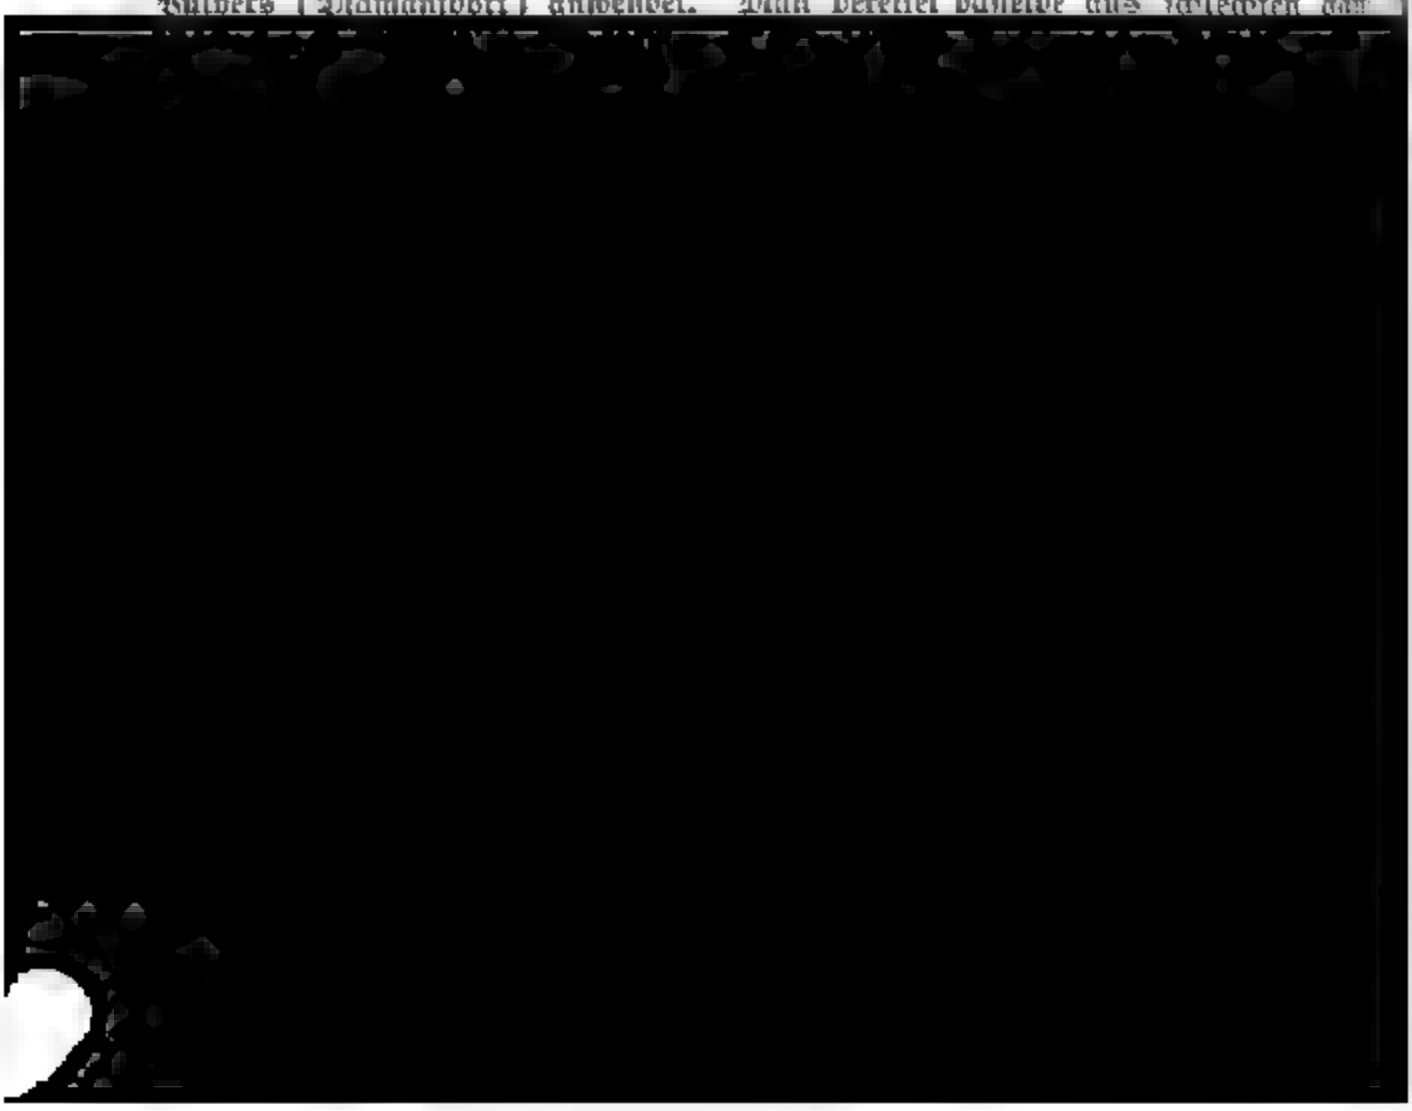

eine leichte kreisende Bewegung, bis das Pulver fein genug gerieben ist. Folgende etwas verschiedene Art von Mörser wird ebenfalls häufig angewendet. Man verschafft sich einen Cylinder von Stahl, $2\frac{1}{2}$ Zoll hoch und $1\frac{1}{2}$ Zoll im Durchmesser und bohrt im Mittelpunkte der obern Grundfläche $1\frac{1}{2}$ Zoll tief ein Loch, welches innen mit halbkugeliger Gestalt endigt. Auf diese Weise behält die Mörserwand rundum $\frac{1}{2}$ Zoll, und der Boden an der schwächsten (mittlern) Stelle 1 Zoll Dicke. Der Stößel wird aus einem 2 Zoll langen, cylindrisch abgedrehten, sehr nahe $\frac{1}{2}$ Zoll starken Stahlkörper gebildet, der vermöge einer halbkugeligen Zurundung an seinem untern Ende die Mörserhöhlung vollkommen ausfüllt, wenn er bis auf den Grund eingeschoben wird. Am obern Ende erhält derselbe einen 4 Zoll langen Quergriff, an welchem man ihn mit der Hand faßt, um durch Drehung unter Niederdrücken das Pulver im Mörser zu zerreiben, nachdem man die Zerkleinerung der eingelegten Diamantstückchen durch Hammerschläge auf den Stößel schon so weit getrieben hat, als es angeht. Der Mörser wird in eine passende Vertiefung eines Holzklotzes gestellt, der ihm als Fuß dient. Das Karat Diamantbort kostet 18—20 Fr.

Die Operationen des Diamantschneiders zerfallen wieder in das Spalten oder Klieven, Schneiden oder Formen und das Schleifen oder Poliren.

Spalten (Klieven) des Diamants.

§. 98. Zweck des Spaltens.

Das Spalten oder Zertheilen des Diamants hat einen doppelten Zweck: 1) das Wegschaffen von fehlerhaften Stellen, Rissen oder Flecken im Steine; 2) das Darstellen von Facetten im Rohen.

Um zu erforschen, ob ein Diamant nicht feine Sprünge habe, wodurch öfters eine Trennung des Steins beim Schleifen entstehen und eine mühevolle Arbeit vergeblich gemacht werden kann, empfiehlt Brewster bei kostbaren Steinen aller Art folgendes Verfahren: den rohen Edelstein in Canadabalsam, Sassafras- oder Anisöl zu legen und umzukehren, wo sich sogleich der feinste Sprung durch eine andere Brechung der Lichtstrahlen offenbaren würde. Auch soll man die Diamanten aus diesem Grunde zuweilen stark erhitzen und in Wasser werfen, wodurch er sich in Stücke theilen würde, wenn Sprünge vorhanden wären.

Hat man nun einen Fehler im Steine entdeckt, so werden die Trennungsflächen durch die Fehlstellen gelegt, wodurch letztere beim nachherigen Schleifen gänzlich weggenommen werden. Man erhält dadurch zwar kleinere, aber tadellose Stücke, deren Gesammtwerth den Werth des mangelhaften ganzen Steins übersteigt.

Zweitens wird das Spalten an solchen Diamanten vorgenommen, ihrer natürlichen Form nach einen kunstgemäßen Schliff nicht zulassen w

ohne einer zu langwierigen Arbeit zu bedürfen. Die Diamanten haben das Eigenthümliche, daß ihre Krystalle sehr häufig zugerundete Ecken und Kanten zeigen. Hat nun der Stein noch dazu die Form eines Rhombendodekaëders, so erscheint er in fast kugeliger Gestalt. Das Wegschaffen dieser convexen Flächen durch Schleifen allein würde außerordentlich viel Zeit in Anspruch nehmen und man erspart sich daher eine große Mühe, wenn man durch Wegspalten derselben die Facetten schon im Rohen zurichten kann. Zuweilen werden dadurch selbst noch brauchbare Stücke durch den Abfall erhalten.

§. 99. Werkzeuge.

1. Der Kittstock oder Kegel. (Fig. 32.) Derselbe besteht aus einem 5—8 Zoll langen, durchschnittlich $^1/_2$ Zoll dicken Stäbchen von sehr hartem Holze oder auch von Eisen. Er muß rund, in der Mitte b mit einem Absatze, der an den Quadranten unten anschließt, um das Hinaufdrücken zu verhüten, gedrechselt sein und genau in die Oeffnung des Quadranten passen, sodaß die obere Fläche a des Kegels mit der Kreiseintheilung in gerader Richtung steht; denn würde der Kittstock nur im mindesten während der Arbeit sich verschieben, so könnte die zu machende Facette ihre reguläre Form nicht erhalten. Ist der Kittstock von Holz, so ist nicht zu verhüten, daß die Schraube des Quadranten (siehe unten), die den Kittstock in seiner Lage festhält, Vertiefungen in denselben eindrückt, die nach wiederholtem Gebrauche seine normale Lage in etwas

Mastix mit einem geringen Zusatze von Terpentin. Der Schellack wird zuerst, am besten über Kohlenfeuer, geschmolzen und während des Schmelzens und Umrührens mit Terpentin gemischt; dann das Pech und, wenn dieses flüssig, das Ziegelmehl hinzugethan. Hierauf gießt man die ganze flüssige Masse zur Erkaltung auf einen Stein, oder in Wasser. Dieser Kitt schmilzt an der Lichtflamme wie Siegellack und läßt an derselben ebenso leicht den angekitteten Körper durch Erweichung wieder ablösen. Das Wenige, was an dem Steine etwa noch kleben bleibt, läßt sich, von Terpentinöl oder Salmiakgeist benetzt und durchdrungen, vollends noch lösen und so rein abwischen, daß auch nicht das Mindeste mehr darauf zu sehen und nur noch das Abreiben mit feinem weichen Leder nöthig ist, um den Glanz der Politur wieder sichtbar zu machen. — Bei Diamanten bedient man sich auch einer leicht schmelzbaren Legirung von Zinn und Blei, das Ende des (eisernen) Kittstocks läuft dann in eine halbkugelförmig ausgehöhlte Erweiterung aus, die mit der besagten Legirung angefüllt ist.

2. Die Schneidebüchse. (Fig. 33.) Sie dient dazu, den beim Schneiden des Diamants abfallenden Staub zu sammeln. Sie bildet ein hölzernes, gewöhnlich viereckiges auf den Tisch fest angeschraubtes Kästchen von 4 Zoll Länge, 3 Zoll Breite und 3 Zoll Tiefe mit halbzolldicken Wänden, in welches von oben ein passendes Futter von Messingblech eingelassen wird. Der obere Rand a ist mit Stahl belegt. Das Futter von Messingblech füttert nur die obere Hälfte des hohlen Raums aus und enthält in seinem Boden ein Menge kleiner Löcher, durch welche der hineinfallende Diamantstaub in die untere Abtheilung gelangt, wo er, vor Verunreinigung geschützt, sich sammelt. In dem Mittelpunkte der längern Seiten des Kästchens sind oben auf dem Rande die Stahlstifte bb senkrecht befestigt, welche den Kittstöcken cc, an denen die Diamanten dd sich in dem Kitte befinden, als Stützen beim Schneiden dienen.

§. 100. Verfahren beim Spalten.

Das Spalten erfordert eine genaue Kenntniß der Structur und der Blätterdurchgänge, weil es nur in der Richtung derselben von statten geht (siehe Spaltungsrichtungen). Der Diamant zeigt einen vierfachen Blätterdurchgang, parallel zu sämmtlichen Flächen des Octaëders. Da nun die Brillantform, die man den guten Steinen gewöhnlich gibt, im allgemeinen mit der Form des Octaëders übereinstimmt, so ist hier schon von der Natur der Kunst vorgearbeitet worden.

Was nun die Arbeit des Spaltens selbst [illegible] aufkitten des Diamants auf den Kittstock nur der Theil [illegible] schlagen beabsichtigt. Um die Theilungsfläche nicht [illegible] erst mit einem andern Diamanten eine Furche auf

Steins. Zur vollkommenen Herſtellung der Furche werden drei Diamanten nacheinander angewendet: zuerſt ein ganzer Kryſtall, mit deſſen Ecke man die Furche vorzeichnet, dann ein ſcharfkantiger Splitter, um ſie tiefer einzureißen, und endlich ein ganz feiner Splitter, um ſie in der Tiefe ſcharf auszubilden. Das Ritzen geſchieht über der Schneidebüchſe, um den abfallenden Staub aufzuſammeln. Zum Spalten ſelbſt aber ſteckt man den Kittſtock aufrecht in das Loch eines am Rande des Arbeitstiſches befeſtigten Bleiſtücks, ſodaß er feſtſteht, der Stein nach oben gekehrt iſt und beide Hände zum Gebrauche des Meißels und Hammers frei werden. Hierauf ſetzt man in die gemachte Furche die Schneide eines feinen meſſerförmigen Meißels oder eines ſtumpfen Raſirmeſſers und führt mit einem Hammer einen ſchnellen und kräftigen Schlag darauf, wodurch die Spaltung bewirkt wird. So oft nun dieſe an einem Diamant vorgenommen werden ſoll, ſo oft muß man das eben beſchriebene Verfahren wiederholen.

§. 101. Zerſägen des Diamants.

Es gibt auch Diamanten, die ſich nicht ſpalten laſſen, von den Holländern Divelſteene (Teufelſteine) genannt; dieſe werden vermittelſt eines ſehr feinen Stahldrahts, der in einen kleinen Laubſägebogen ausgeſpannt und mit Diamantbort und etwas Baumöl angefeuchtet iſt, zerſägt, eine Arbeit, die außerordentlich mühſam und zeitraubend iſt und die Koſten der Bearbeitung bedeutend erhöht. Das Zerſägen iſt namentlich auch in denjenigen Fällen

nur einen Stein zu ſchneiden, ſo muß er mit einem Diamantſtück das Formen deſſelben bewirken, gewöhnlich wird er aber zwei Steine zugleich bearbeiten, weil hierdurch viele Mühe und Zeit erſpart wird, indem ſich dieſelben gleichmäßig aufeinander abreiben. Sind die Diamanten auf den Kittſtöcken befeſtigt, ſo beginnt der Arbeiter das Formen über der Schneidebüchſe. Zu dieſem Zwecke zieht er lederne Handſchuhe an, ſteckt auf den rechten Daumen noch überdies einen ledernen Hut und legt die zwei Kittſtöcke, von denen er in jeder Hand einen führt, gegen zwei ſenkrechte eiſerne Stifte, die oben auf dem Rande der Schneidebüchſe an jeder der zwei langen Seiten derſelben ſtehen. Dadurch gibt er den Kittſtöcken Stützpunkte, vermöge welcher ſie als ungleicharmige Hebel zur Ausübung eines ſtarken Druckes geeignet werden. Hierauf reibt er die Diamanten in den Kittſtöcken kräftig gegeneinander bis er ebene Flächen, ſogenannte Facetten, auf den Steinen ſtatt der convexen und rauhen erhält. Beſonders iſt bei dieſer Arbeit noch darauf zu ſehen, daß der Stein nicht zu heiß werde, weil er dadurch einen ſchwächern Glanz und ſogenannte eiſige Flecken bekommen könnte, welche die Scheibe auf der Schleifmaſchine verderben. Von Zeit zu Zeit werden die Facetten am Steine unterſucht, indem man ihn mit der Zunge befeuchtet, vorher aber den anſitzenden Staub mit einem Haarpinſel ſorgfältig abbürſtet. So oft dies geſchieht, legt der Arbeiter einen Deckel auf die Büchſe. Iſt der in die Schneidebüchſe fallende Staub grau, ſo hält man den Stein für gut. Iſt die Facette fertig, ſo wird die Legirung wieder erweicht, der Stein herausgenommen, in einer andern Lage wieder eingeſchmolzen, daſſelbe auch bei dem zweiten Steine verrichtet und nun wieder gerieben, bis ſämmtliche Facetten und ſomit die Form des Steins vollendet ſind. Hierbei iſt aber noch zu bemerken, daß durch das Schneiden nebſt der allgemeinen Form nur die größern Facetten (ohne vollkommene Genauigkeit ihrer Größe und gegenſeitigen Neigung) hervorgebracht werden. Ein dreifacher Brillant z. B., welcher nach dem Schleifen 58 Facetten zählt (die obere Endfläche oder Tafel und untere Endfläche oder Kalette eingerechnet), erhält beim Schneiden gewöhnlich nur 18; davon ſind 8 die Flächen eines Octaëders oder einer doppelten vierſeitigen Pyramide, 8 andere die Abſtumpfungsflächen der 8 Endkanten dieſes Körpers, 2 endlich die Abſtumpfungsflächen der beiden Endſpitzen, Tafel und Kalette vorſtellend.

Schleifen oder Poliren des Diamants.

§. 103. Schleifmühlen.

Das Schleifen des Diamants geſchieht auf der Schleifmaſchine oder Schleifmühle, welche horizontal mit [illegible] getrieben wird. Eine perſpectiviſche Anſicht der [illegible]

gegeben. Das Gerüſt der Maſchine iſt 8—9 Fuß lang und 6—7 Fuß hoch. Die auf den Grundſchwellen BB ruhenden Ständer AAAA werden an jeder Seite durch fünf Querriegel CDEFG zuſammengehalten. In die beiden Querriegel DD, ebenſo auch in die untern FF ſind die ſtarken Verbindungsſtangen m eingezapft, zwiſchen welchen die Achſen der Schleifſcheiben eingeſetzt werden. Fig. 35, ein Aufriß der einen Hälfte der Maſchine von innen aus betrachtet, zeigt das Nähere. Die Pfannen, zwiſchen welchen ſich die Achſe H der Schleifſcheibe I dreht, befinden ſich in den Enden viereckiger Hölzer a a, welche durch entſprechende Löcher in den genannten Verbindungsſtangen hindurchgehen, und mittels hölzerner Keile b b befeſtigt werden können. Die Achſen oder Spindeln der Scheiben laufen, wie man aus Fig. 36 ſieht, an beiden Enden in Spitzen aus, und enthalten in der Mitte bei d einen Anſatz, welcher der Scheibe zur Unterſtützung dient. Vier auf dieſem Anſatz ſich erhebende Stifte greifen in entſprechende Löcher der bei IK im Grundriß abgebildeten Scheibe ein, welche ſodann mittels eines doppelten Keiles befeſtigt wird. Unterhalb der Scheibe wird die Spindel mit einer hölzernen Schnurrolle I, Fig. 37 verſehen. Zwei große horizontale Riemſcheiben LL übertragen die ihnen ertheilte Drehung durch Riemen ohne Ende auf die Spindeln, wie man näher aus Fig. 38 erſieht. c c in dieſer Figur iſt ein, zwiſchen den beiden Querriegeln E angebrachtes Bret, durch welches die Spindeln hindurchgehen, und nahe über welchem die Scheiben ſich befinden. Die Art, wie die Riemſcheiben umgetrieben werden, erklärt ſich aus den Figuren 38 und 39. An zwei aufrechten

Topf, wird über Flammenfeuer erhitzt und, nachdem es heiß genug geworden ist (was man daran erkennt, daß ein Stück Lackharz sogleich in demselben schmilzt), wird das Harz theilweise eingetragen und zugleich sorgfältig umgerührt, damit es sich so genau als möglich verbindet. Nachdem es eine gleichförmige Masse gebildet hat, wird es auf eine glatte Steinplatte gelegt und mittels eines Stößels geschlagen und geknetet, dann auf einem Stocke aufgerollt, mehreremal wieder erhitzt und fortwährend geknetet, bis die Mischung vollkommen gleichförmig geworden ist. Hierauf wird es von dem Stocke genommen, wieder auf eine Steinplatte gelegt, die vorher mit feinem Korundpulver bestreut wurde, und mittels eines eisernen Walzenstiftes zu einem Rade ausgewalkt. Dieses Rad wird dann mit einer eisernen Platte mit Korundpulver polirt und endlich in der Mitte mittels einer rothglühenden Kupfer- oder Eisenstange durchbohrt. Diese Räder werden sowol aus feinkörniger als aus grobkörniger Masse verfertigt: letztere dient zu rohern Vorarbeiten, erstere schneidet die Steine. Sie sind auf einer horizontalen Achse aufgezogen, und der Arbeiter, der auf der Erde sitzt, dreht sie mittels eines Federbogens, den er mit seiner rechten Hand bewegt, während er mit der linken den Stein an das Rad anhält. Der Stein wird von Zeit zu Zeit sorgfältig befeuchtet und mit Korundpulver bestreut. Die Politur wird mittels kleinerer Räder und höchst feinen Korundpulvers gegeben.

§. 104. Vorbereitungen zum Schleifen.

Die Scheibe, welche beim Diamantschliff aus Gußeisen oder weichem Stahl besteht und deren Oberfläche eben und genau abgedreht ist, muß vorher auf eigene Weise zugerichtet werden, um die Arbeit des Schleifens gehörig auf ihr verrichten zu können. Man reibt zuerst die ganze Scheibenfläche mit einem gewöhnlichen Wetzsteine, und hält diesen dabei stets in einer solchen Richtung, daß er Tangenten eines Kreises bildet, dessen Mittelpunkt mit dem der Scheibe zusammenfällt, dessen Durchmesser aber nur etwa ein Drittel von jenem der Scheibe ist. Auf diese Weise wird die ganze Oberfläche mit ziemlich groben Furchen oder Rissen bedeckt. Dann wird mit einem feinkörnigen Wetzstein so lange in der Richtung der Halbmesser gestrichen, bis die ersten Furchen beinahe ganz wieder ausgetilgt sind, und vermöge der Durchkreuzung beider Schleifstriche eine Art zarten Korns gebildet ist, in dem das bei der Arbeit angewendete Diamantpulver sich gut hält. Hierauf wird erst die Scheibe mit Diamantbort und etwas Olivenöl bestrichen und die breite Facette eines schon polirten Diamanten darauf gebracht. Dreht man nun die Scheibe schnell herum, so wird das Diamantpulver in die Scheibe eingedrückt und der polirte Stein wirkt als eine Art Polirer. Der zu schleifende Diamant wird in der aus Fig. 42 ersichtlichen Art in einer Hülse oder Doppe a befestigt, die eine hohle Halb-

kugel oder ein kleiner Trichter von Meſſing oder Kupfer an einem Stiele von ſtarkem Kupferdraht bildet. Man gießt die Höhlung der erwärmten Kapſel mit Schnellloth (Miſchung von gleich viel Zinn und Blei) b voll, wartet bis daſſelbe beinahe erſtarren will und drückt nun den Stein c in der gehörigen Lage hinein, wodurch er ſich ſogleich befeſtigt. Der Stiel der Koppe wird in eine ſtählerne Schraubzange (Fig. 43) eingeklammert, welche auf einem keilartig geſtalteten, mit zwei kurzen Füßen verſehenen Holzſtücke befeſtigt iſt, und mit einem ziegelförmigen Bleigewichte (beim Diamantſchleifen 4 Pfd.) beſchwert wird. Man ſtellt gewöhnlich zwei Zangen, einander gegenüber, neben die Schleifſcheibe auf den Tiſch, ſodaß die Stiele der Doppen eine geneigte Lage haben, und die mittels des Zinnloths gekitteten Diamanten auf der Scheibe liegen, gegen welche ſie vermittelſt der Zangengewichte niedergepreßt werden. Um die ſeitliche Verrückung der Zangen, durch die Friction der Scheibe an den Steinen zu verhindern, liegt jede Zange zwiſchen eiſernen Stiften, welche in das Tiſchblatt eingeſchlagen ſind. (Fig. 44 zeigt eine Scheibe mit zwei daraufgelegten Zangen. Die Doppen ſind in dieſer Figur weggelaſſen; a b ſind ein paar Stifte, an welche ſich die Zangen ſeitlich anlehnen, um beim Treiben der Scheibe nicht abgeworfen zu werden; c ſtellt ein, auf die eine der Zangen gelegtes Gewicht vor.)

§. 105. Verfahren beim Schleifen.

Nach dieſen Vorbereitungen kann nun erſt die Arbeit ſelbſt beginnen, in

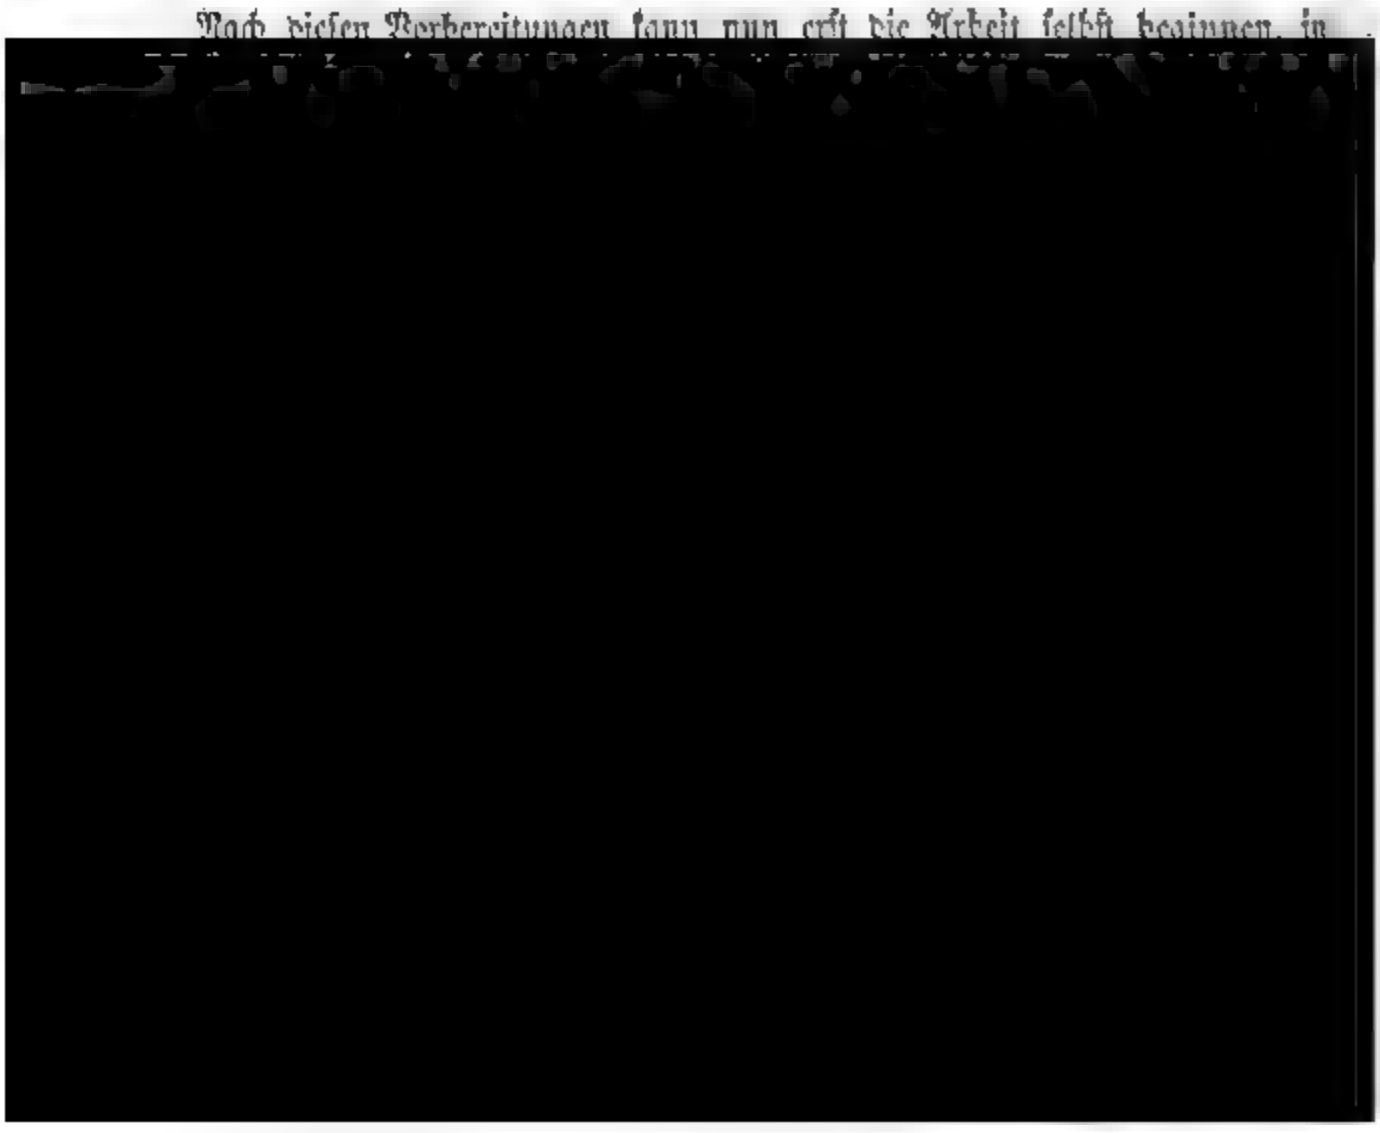

wonach die Zange mit einem Quadranten (eingetheilten Viertelkreise) in Verbindung gebracht, der Stiel der Koppe aber mit einer Theilscheibe nebst Zeiger versehen wird; sodaß sowol die Grade der Neigung, als jene der Wendung um die Achse auf das genaueste regulirt werden können. Lenormand hat diesen Apparat nach Mittheilung eines genfer Steinschneiders im „Dictionnaire technologique", XII, 129, beschrieben und abgebildet. (Fig. 45.)

Die beiden Hälften des Zangenmaules A enthalten an der Innenseite halbkugelförmige Höhlungen, um so eine genau einpassende Metallkugel mit einiger Reibung zu umfassen. An dieser Kugel ist eine hohle Stange e, welche an ihrem obern Ende einen in Grade getheilten Kreis ff trägt. Der Stiel c der Koppe geht mit Reibung durch die hohle Stange hindurch und ist an dem obern, aus der Röhre hervorstehenden Ende mit einem Zeiger g ausgestattet. Endlich trägt die Zangenhälfte m m einen in Grade getheilten Quadranten d. Der Arbeiter hat es somit in seiner Gewalt, den Stein um seine eigene Achse, außerdem aber auch in einer verticalen Ebene zu drehen, und ihm so durch Benutzung der Gradeintheilungen genau die jedesmal erforderliche Stellung zu ertheilen. Es ist übrigens an sich klar, daß nicht bei einmaliger Einspannung der Stein an allen Seiten fertig gemacht werden kann, vielmehr ist es auch bei dieser Vorrichtung unerläßlich, ihn einigemal umzusetzen. Denken wir uns zuvörderst die Stange um das Kugelgelenk genau vertical gerichtet, so wird sich beim Schleifen eine horizontale Fläche ausbilden, welche mithin gegen die Drehungsachse des Steins normal ist. Die Fläche könnte z. B. die beim nachherigen Einfassen zu oberst gekehrte Fläche oder Tafel darstellen. Neigen wir hierauf die Stange z. B. um 5°, so werden sich Flächen ausbilden, welche gegen die vorherige unter Winkeln von 175° geneigt sind. Wünschen wir nun die Tafel mit 16 solchen Facetten oder Flächen zu umgeben, so würden wir bei unverrückter Stellung des Kugelgelenkes den Zeiger g jedesmal um den 16. Theil von 360, also um $22^1/_2{}^0$, weiter schieben. Nach Vollendung dieser ersten Reihe von Facetten könnten wir die Achse um weitere 5° gegen den Horizont neigen und erhielten so eine neue Reihe von Facetten, u. s. f.

Daß der Stein durch Erhitzen der Koppe (Schmelzung des Lothes) losgemacht und dann umgekehrt von neuem befestigt werden muß, wenn man an das Schleifen seiner zweiten Hälfte geht, versteht sich von selbst; ebenso, daß man, um eine möglichst gleichmäßige Abnutzung der Scheibe zu veranlassen, nach und nach alle Stellen auf deren Oberfläche in Gebrauch nimmt, was durch Vor- und Zurückschieben der Zangen leicht zu erreichen ist. Wird aber nach längerer Zeit die Scheibe dennoch uneben, so schleift man sie wieder auf die oben beschriebene Weise ab, oder läßt sie neu abdrehen.

Das Schleifen mit Diamantbort gibt den Diamanten nicht nur die Ge-

ſtalt, ſondern ohne weiteres auch den vollkommenen Glanz; ſie bedürfen daher keines beſondern Polirens, und werden, wenn alle Facetten fertig ſind, nur mit einem Tuche rein abgewiſcht.

B. Edelſteinſchneiderei.

§. 106. Begriff der Edelſteinſchneiderei.

Sie begreift das Schleifen aller zu Schmuckſachen (Bijouterie) dienenden Edelſteine und Halbedelſteine mit einziger Ausnahme des Diamants. Der Edelſteinſchneider verrichtet ſeine Arbeit auf einer Maſchine, die im weſentlichen dieſelbe Einrichtung hat wie die oben beſchriebene des Diamantſchneiders; nur gebraucht er zum Schleifen Scheiben aus andern Metall, je nach der Natur der Steine, oder danach, ob er den Stein ſchleifen oder poliren will.

§. 107. Abweichungen von der Diamantſchneiderei.

Wirkliche und weſentliche Abweichungen, gegründet auf die geringere Härte der zu bearbeitenden Steine, ſind nur folgende:

1. Das Schleifen, d. h. die Bildung der Facetten, und das Poliren oder die Hervorbringung des Glanzes, finden hier nicht vereinigt in der nämlichen Operation, ſondern getrennt dergeſtalt ſtatt, daß der Stein zuerſt völlig fertig geſchliffen und dann polirt wird.

2. Das Schleifen geſchieht nur in wenigen Fällen mit Diamantpulver, meiſt mit weniger harten, aber wohlfeilern Subſtanzen; das Poliren mittels

ne Zweifel mit gutem Erfolg anwenden, um das Schleifen der Facetten zu
chleunigen; und nur zum Poliren würde alsdann das Diamantpulver ge-
ucht werden.

In Ansehung der andern Edelsteine, noch mehr der Halbedelsteine und
meisten der Glasflüsse, liegen nun aber die Verhältnisse auf solche Weise,
man unter einer Anzahl Substanzen die Auswahl hat, um sie als Mittel
Bearbeitung zu benutzen. Man sucht daher Schnelligkeit der Wirkung
gutem Erfolg und Wohlfeilheit zu vereinigen, was dadurch erreicht wird,
man zuerst mit einem harten, schnell arbeitenden Pulver schleift, dann
einem weniger harten nachpolirt, und zu beiden Zwecken soviel wie mög-
Stoffe in Anwendung bringt, welche einen beziehungsweise niedrigen Preis
ben.

Schleif- und Polirmittel.

§. 108. Als Schleifmittel wird für Rubin und Sapphir das schon oben
nnte Diamantbort gebraucht, für alle übrigen Edelsteine Schmirgel.
m Poliren dienen Tripel, Polirschiefer und Klebschiefer, Polirroth, Bims-
n, Bolus, Zinnasche u. a. m. Alle diese Mittel müssen fein pulverisirt,
hebt und geschlemmt werden, auch kann man sie ohne Schlemmen durch ein
ch drucken und dadurch die gröbern Theile entfernen.

Beim Auftragen auf die Scheiben werden die Schleif- und Polirpulver
einer Flüssigkeit zu breiartiger Consistenz angemacht; der Diamantstaub
Baumöl, der Schmirgel, das Granat- und Topaspulver mit Wasser, der
pel und die übrigen Polirmittel ebenfalls mit Wasser. Beim Poliren auf
Zinnscheibe wird jedoch auch zuweilen der Tripel mit Vitriolöl benetzt.

§. 109. Schmirgel (Emeril, emeri; Emery).

Der echte Schmirgel ist eine Abänderung des Korunds (s. diesen), des-
igen Minerals, welches nach dem Diamant das härteste ist. Er ist von
nkel blaulichgrauer Farbe, an den Kanten durchscheinend, und kommt meist
h oder eingesprengt vor. Man findet ihn namentlich auf Naxos, in Klein-
en, Spanien, Irland, China u. s. w. Am brauchbarsten ist mit der spanische,
vorzüglichste kommt jedoch aus der Levante. Entweder wird er auf eiser-
n Platten zerpocht, oder in den dazu eingerichteten Mahlwerken pulverisirt,
hebt und dann nach verschiedenen Graden geschlemmt. Dies Schlemmen ge-
ebt, indem man eine Masse zerriebenen Schmirgels in ein halb mit Wasser
er Oel gefülltes Gefäß thut, welches mit einem Abguß versehen sein m
ese Masse wird mit einem Spatel, Löffel oder Reibekolben
lange stehen gelassen, bis man glauben kann, daß sich
selben zu Boden gesetzt haben. Einige Minuten sind g
s dann oberhalb schwimmt, die feinern Körnchen m

hutsam, damit der Bodensatz sich nicht wieder damit vermische, in ein anderes Gefäß gegossen. So erhält man den ersten zum Rauhschleifen brauchbaren Schmirgel. Will man noch feinere Sorten zum Poliren haben, so wird diese Operation mit dem ersten Abgusse und gewöhnlich mit Oel, da dasselbe den Schmirgel länger schwebend erhält als das Wasser, noch einmal vorgenommen, das Abgeklärte in ein drittes Gefäß und dieses wiederum in ein viertes u. s. w. gethan, bis man den zur feinsten Arbeit nöthigen Schmirgel bekommt. Meistentheils thut schon der zweite oder dritte Abguß hinreichende Dienste.

Wie viel auf die Feinheit dieses Schleifmaterials, besonders bei optischen Gläsern, ankommt, wird man aus der Verfahrungsart, dasselbe zum Gebrauch für diese Gläser zu schlemmen, ersehen. Nachdem die grobe Schmirgelmasse auf einer eisernen Platte oder in einem Mörser mit einem Läufer aus demselben Metall zerrieben worden ist, wirft man dieselbe in ein am Boden weiteres Gefäß, das nach oben zu in der Weite abnimmt. Es wird nun so viel Wasser auf die Masse in das Gefäß gegossen, daß dieselbe 8 — 10 Zoll hoch davon bedeckt wird, alles nun mit einem eisernen Spatel kräftig durcheinander gerührt, und dann das Sichsetzen eine Stunde lang abgewartet. Der zarte Schmirgel fällt zu Boden, das Wasser bleibt aber noch trübe und hält die feinsten und leichtesten Theilchen schwebend in sich zurück. In dieses trübe Wasser senkt man den kürzern Arm eines Hebers, der mit klarem Wasser gefüllt ist, ungefähr 4 Zoll tief ein, indem man das andere Ende des Hebers

Schwingung zieht man den Finger von der Mündung des eingesenkten bers ab und läßt das Wasser ausfließen. Bei gröberm bedient man sich s des Siebes. Der Bequemlichkeit halber kann man den Heber in einem chen Holze mit einem Loche für den kürzern Arm so aufziehen, daß er nur Zoll unter Wasser taucht, wo man dann nur das Holz auf das Gefäß legen f und den Heber nicht zu halten braucht.

Der meiste Schmirgel, der jedoch im Handel vorkommt, ist kein Korund, dern er besteht aus gestoßenen harten Edelsteinen aller Art, dem sogenann- Edelsteingrus. In diesem Falle kann er zum Schleifen der härtesten elsteine nicht gebraucht werden. Namentlich werden gestoßene Granaten d Topasen als Schmirgel verkauft. Besonders häufig kommt aber unter sem Namen ein inniges Gemenge von Eisenglanz mit Quarz vor, welches ch wol den Namen levantischer oder venetianischer Schmirgel führt. eser Schmirgel kommt meist in großen Blöcken von Kalkutta, Madras u. s. w. ch Europa. Er besitzt eine braune, dunkel stahlgraue bis eisenschwarze Farbe. wird nach Venedig gebracht, dort gepocht und geschlemmt und dann in ıf Nummern in den Handel gebracht: 1) gröbster Schmirgel, Nr. 0 genannt, kleinen lichtbraunen Stücken; 2) grober Schmirgel, Nr. 9; 3) mittler Schmir- , Nr. 10; 4) feiner Schmirgel, Nr. 11; 5) feinster Schmirgel, Nr. 12. ırch Schlemmen lassen sich übrigens noch mehrere Nummern herstellen.

§. 110. Tripel (Tripoli; tripoli).

Ein sehr leichtes und weiches, erdig und mager sich anfühlendes, nicht der Zunge hängendes Mineral von gelblicher oder bräunlich weißer, auch hgrauer Farbe, welches in Lagern im Flötzgebirge in Böhmen, Tirol, Ungarn, ıiern, Frankreich, England, Tripolis vorkommt, woher es den Namen führt. r echte Tripel besteht wesentlich aus Kieselerde mit etwas Eisenoxyd und onerde, und stellt eine Zusammenhäufung von Kieselpanzern untergegangener fusorien dar. Sein specifisches Gewicht ist 1,8 — 2,2. Wenn er von grob- iger oder sandiger Beschaffenheit ist, muß er zuerst gesiebt und geschlemmt rden, und der meiste im Handel vorkommende ist schon auf diese Weise vor- eitet. Zum Putzen der Edelsteine wird er mit Schwefel zusammengerieben. sweilen werden auch unter dem Namen Tripel andere Mineralien, z. B. ergel, verkauft. Auch künstlichen Tripel hat man in Wien fabrizirt.

§. 111. Polirroth

nglisch Roth, Preußisch Roth, Rothstein, gebrannter Ocker, Colcothar ortuum, Schönroth, Braunroth, Blutstein; Oxyde de fer; red

Mit diesen Namen bezeichnet man das auf verschie er in der Natur vorkommende, mehr oder weniger

verunreinigte Eisenoxyd. Das natürliche rothe Eisenoxyd, der Rotheisenstein, welches auch die Namen Blutstein oder rother Glaskopf führt, findet sich in kugeligen oder getropften Gestalten, welche auf dem Bruche auseinanderlaufend faserig erscheinen, von bräunlichrother, ins Schwarze geneigter Farbe. Der vorzüglichste soll der spanische sein. Das künstlich dargestellte Polirroth kommt in sehr verschiedenen Sorten im Handel vor. Es stellt ein rothes, schweres Pulver dar, dessen Farbe sehr viel Abweichungen zeigt. Es wird entweder durch Glühen des Ockers, oder der Schlämme von den Vitriol- und Alaunwerken bereitet, oder man erhält es als Rückstand von der Bereitung des Vitriolöls durch Ausglühen von calcinirtem Eisenvitriol, in welchem Falle es eigentlich den Namen Colcothar oder Caput mortuum führt.

§. 112. Polirschiefer und Klebschiefer

(Schiste à polir, argile à polir; Polishing slate).

Der Polirschiefer ist ein zerreibliches, dünn- und geradschieferiges, undurchsichtiges, im Bruche mattes, feinerdiges, wesentlich aus Kieselerde bestehendes Mineral von gelblichweißer, graulichweißer oder fast brauner Farbe, welches sich fein und mager anfühlt und sich wenig an die Zunge hängt. Er ist so leicht, daß er auf dem Wasser schwimmt, sein specifisches Gewicht ist nämlich 0,59 — 0,6. Er führt auch wol den Namen Silbertripel. Man findet ihn auf Lagern unter der Dammerde, auf Thonmergel aufsitzend, am Kritschelberge

114. Auswahl der Scheiben und Polirmittel für die verschiedenen Edelsteine.

Wiewol in der Auswahl der Scheiben (ihrem Stoffe nach), sowie der chleif- und Polirmittel, innerhalb gewisser Grenzen, viel Willkürliches vorimmt, d. h. für eine bestimmte Art von Edelsteinen nicht streng nur eine wisse Methode angewendet wird, so läßt sich doch die Gesammtheit der Steinten ziemlich gut (nach großen Abstufungen der Härte) in einige Gruppen eilen, deren jede im ganzen auf gleiche Weise behandelt wird. Hieraus entht dann folgende Uebersicht:

a. Sehr harte Steine, auf welche der Schmirgel nur äußerst langn einwirkt: Rubin, Sapphir. — Schleifen auf eiserner, messingener oder pferner Scheibe mit Diamantstaub; Poliren auf Kupfer mit Tripel.

b. Harte: Spinell, Chrysoberyll, Topas. — Schleifen auf Messing oder pfer (für Topas auch schon Zinn oder Blei) mit Schmirgel; Poliren auf pfer oder Zinn mit Tripel.

c. Mittelharte: Smaragd, Beryll, Zirkon, Turmalin, Granat, Bergstall, Amethyst, Achat, Jaspis, Chalcedon, Chrysopras, Karneol u. s. w. — chleifen auf Kupfer, Zinn oder Blei mit Schmirgel; Poliren meist auf Zinn t Tripel, oder auf Zink mit Zinnasche, zuweilen auch auf Holz. Granaten n etwas beträchtlicher Größe zu Ring- und Nadelsteinen, Ohrgehängen, Armd Halsschmuck u. s. w. schleift man mit Schmirgel oder ihrem eigenen Pulver f einer bleiernen Scheibe, und gibt ihnen auf einer zinnernen mit Tripel und itriolöl die Politur. Die kleinen dagegen, welche als Perlen gebraucht und f Fäden gereiht werden, durchbohrt man zuerst mittels eines Diamantlitters, schleift sie dann auf einer Scheibe von feinem Sandstein mittels chmirgel und Baumöl (wobei sehr eilig und ungenau verfahren zu werden legt) und polirt sie auf einer Holzscheibe mit Tripel und Wasser, oder auf ier Zinnscheibe mit Tripel und Vitriolöl. — Bergkrystalle und Amethyste erden auf einer Kupfer- oder Bleischeibe mit Schmirgel geschliffen, auf einer mernen oder filzbekleideten hölzernen Scheibe mit Zinnasche, Tripel oder Bolus lirt. Zum Schleifen von Achat, Jaspis, Chalcedon, Karneol, Chrysopras nutzt man öfter statt des Schmirgels (auf Kupfer-, Zinn- oder Bleischeiben) rstoßene schlechte Granate oder Topase, und zum Poliren entweder auf der nnscheibe Bimsstein, Polirroth, auch Zinnasche, oder auf einer hölzernen cheibe Bimsstein.

d. Weiche: Obsidian, Chrysolith, Opal, Adular, Türkis, Lasurstein. — chleifen auf bleiernen, wol auch zinnernen Scheiben mittels Schmirgel; Poliren f Zinn oder hartem Holz mit Tripel, manchmal auf Holz mit Bimsstein.

e. Glasflüsse pflegt man auf Holzscheiben sowol zu schleifen als polliren, ersteres mit Schmirgel, letzteres mit Tripel.

§. 115. Verfahren beim Schleifen und Poliren.

Die Vorarbeiten, die beim Diamant nöthig waren, wie das Spalten und das gegenseitige Aneinanderreiben fallen bei den übrigen Edelsteinen meist weg; erstens aus dem Grunde, weil die Härte dieser Steine bedeutend unter jener des Diamants steht und sie sich theils mit Diamantpulver, theils und zwar die meisten mit Schmirgel sehr gut schleifen lassen, zweitens weil bei vielen derselben die Spaltbarkeit nicht so vollkommen ist als beim Diamant. Ist es nöthig, fehlerhafte Steine zu zertheilen, so geschieht dies sehr häufig durch Zersägen. Die Maschine, welche man zu diesem Zwecke in Amsterdam gebraucht, ist im wesentlichen der Steinschneidermaschine durchaus ähnlich, nur läuft der Rand an der Scheibe dünn aus, und ist sehr scharf. Der Stein, an die Schneide des Randes, welchen man stets mit Schmirgel und Oel bestreicht, gedrückt, wird auf diese Art getheilt. Diese Operation kann auf der Schleifmaschine vorgenommen werden, sowie man nur die Schleifscheibe mit der Schneidscheibe vertauscht. Eine andere Methode ist, daß man den zu durchschneidenden Stein auf ein Stativ befestigt und mittels eines feinen Eisen- oder Kupferdrahtes, der auf einen Bogen gespannt ist und mit Schmirgel und Oel bestrichen wird, durch eine hin- und hergehende Bewegung zersägt. Man muß bei dieser Arbeit darauf sehen, daß der Stein nicht zu heiß werde, weil er aus dem Kitt abgehen, Flecken bekommen oder ganz zerspringen könnte. Die Chinesen sollen sich statt des Drahts überspannener, feiner Saiten von

Schnittformen der Edelsteine.

§. 116. Die Form eines Edelsteins, namentlich die Form und Lage der Fa-
ten ist von außerordentlichem Einflusse auf die Schönheit des fertigen Steins,
daß durch zweckmäßig gewählte Form im Verein mit vollkommener Aus-
führung und schöner Politur ein mittelmäßiger Stein einen an sich bessern aber
ungeschickt geschnittenen weit überstrahlen kann. Nun aber erhält der Stein-
schneider gar oft die rohen Steine in einer dem zweckmäßigsten Schnitt sehr
unpassenden Gestalt, und es entsteht so für ihn die Aufgabe, mit möglichster
Schonung seiner Größe und Verstechung der etwa vorhandenen Fehlstellen, ihm
durch zweckmäßige Wahl der Form den größtmöglichen Werth zu verleihen.
An den meisten Formen, die die Edelsteine durch Bearbeitung erhalten, kann
man folgende Theile unterscheiden (Fig. 46):

a. Den Obertheil (Oberkörper, Krone, Pavillon, dessus), d. i. den-
jenigen Theil, der nach der Fassung den obern Theil des Edelsteins bildet.

b. Den Untertheil (Unterkörper, Culasse, dessous), d. i. denjenigen,
der durch das Einfassen nach unten zu liegen kommt.

c. Die Rundiste (Rand, Einfassung, Gurtel, feuillette) ist der brei-
teste und zugleich derjenige Theil des Steines, an welchem die Befestigung beim
Einfassen stattfindet. Die Durchschnittsfläche, welche man sich durch die Rundiste
gelegt denkt, trennt den Obertheil vom Untertheil.

Einigen Schnittformen geht der Untertheil ab; andere erscheinen nur in
Form von Flächen. Bei der Auswahl einer Schnittform für einen Edelstein
hat man nun namentlich folgende Punkte zu berücksichtigen: a) ist er durch-
sichtig, wasserhell und stark strahlenbrechend; b) ist er durchsichtig und gefärbt,
c) ist er farbenspielend; d) hat er Fehler.

Durchsichtige Steine darf man nicht zu dick lassen, weil entweder die
Lichtstrahlen zu stark gebrochen werden, indem die untern Facetten gegen die
obern nicht gehörig wirken können und jene dadurch, ehe sie zum Auge ge-
langen, zu sehr zerstreut werden, oder weil die Lichtstrahlen, wegen der Dicke
des Steins gar nicht durchzudringen vermögen, wodurch dieser seines Glanzes
und Feuers beraubt wird; Steine derart werden klumpige genannt. Der ent-
gegengesetzte Fehler ist ebenso nachtheilig, da der Stein sowol an Schönheit,
Feuer und Schwere, als auch an Werth verliert. Bei farblosen wasserhellen
Steinen ist das Verhältniß der Dicke zur Breite, welche sie erhalten müssen,
der Regel nach bestimmt, während es sich bei den gefärbten nach dem Grade
der Sättigung der Farbe richtet. Jedoch ist der Arbeit
Sprüngen, Ritzen und sonstigen Mängeln ab.
dere, seiner Natur minder angemessene Form
wenn wäre, hätte der Stein keine Fehler zu
Facetten bei großen Steinen, um Abgang und

Bei dem Schleifen gefärbter Steine iſt vorzüglich die Dicke zu berückſichtigen, bei welcher ſie die größte Wirkung hervorbringen, und die ihnen daher gegeben werden muß. Schwach gefärbte Steine bedürfen einer größern Dicke, um aus der Tiefe zu ſpielen, als ſehr dunkle. Bei dieſen iſt ein genaueres Verhältniß zu beobachten, denn durch zu große Dicke werden ſie düſter und verlieren an Glanz, während der entgegengeſetzte Fall Verringerung des Spiels und ungleiche Vertheilung der Farben zur Folge hat. Daher muß der Künſtler, indem ſich hierüber keine beſtimmte Norm feſtſtellen läßt, den genau geſchnittenen Stein von Zeit zu Zeit netzen und unterſuchen, ob noch etwas wegzunehmen ſei, wobei er jedoch in Anſchlag zu bringen hat, daß die Politur den Steinen größere Klarheit und ſtärkern Glanz gibt als das Benetzen. Das Verhältniß zwiſchen Ober- und Untertheil iſt bei ſolchen Steinen, welche durchſichtig und ſchön gefärbt ſind, daſſelbe wie bei den waſſerhellen, d. h. der Obertheil erhält ein Drittheil und der Untertheil zwei Drittheile der Höhe des ganzen Steins. Iſt aber die Farbe ſchwach, ſo muß der Untertheil drei Viertheile der Dicke bekommen, während derſelbe bei dunkler Färbung des Steins viel dünner zu halten iſt. Die Tafel derjenigen gefärbten Steine, deren Farbe man erhöhen will, wird etwas gewölbt, da ſie hingegen bei ſehr dunkeln eben ſein muß.

Halbdurchſichtige Steine oder ſolche, die ein eigenthümliches Farbenſpiel, einen Lichtſchein oder ein Iriſiren beſitzen, ſchleift man gewöhnlich oben oder auf beiden Seiten gewölbt, indem dadurch das Licht mehr geſammelt wird und

Die Rundiſte darf nicht zu ſcharf und dünn geſchliffen ſein, weil der Stein ſonſt beim Faſſen leicht durchbricht; iſt ſie jedoch zu dick gelaſſen worden, ſo kann derſelbe nicht gehörig befeſtigt, und daher leicht verloren werden. Geſtreckt heißen entweder alle im Schleifen zu ſtark und fehlerhaft ausgedehnte, flache und längliche Steine; oder bei Vergleichung zweier gut geſchliffener Steine von einerlei Größe und Form wird der leichtere geſtreckt, der ſchwerere gedrungen genannt. Erſtere Sorte zieht man in der Regel vor.

Die verſchiedenen Schnittformen werden verſchieden benannt und mehrere Namen derſelben auf die bearbeiteten Edelſteine ſelbſt übertragen; ſpricht man z. B. von einem Brillant oder einer Roſette, ſo verſteht man immer nur einen Diamanten darunter, obwol auch viele andere Edelſteine den Brillantſchliff und die Roſettenform erhalten. Folgende Schnittformen ſind gegenwärtig theils mehr, theils weniger in Gebrauch.

§. 117. Der Brillant. (Fig. 46, 47 u. 48.)

Für den Diamant und auch die meiſten übrigen Edelſteine der günſtigſte Schnitt, indem durch ihn das Farbenſpiel und Feuer des Steins am meiſten geſteigert wird. Cardinal Mazarin ließ zuerſt dieſe Form ſchleifen. Er beſteht ſeiner Hauptform nach aus zwei abgeſtutzten, an ihren Grundflächen verbundenen Pyramiden. Auf dem Ober- und Untertheile befinden ſich Facetten, die nach ihrer verſchiedenen Lage: Tafel, Kalette (collet), Stern- und Querfacetten genannt werden. Unter Tafel (Fig. 47ª) begreift man jene Facette des Obertheils, welche alle übrigen in der Richtung nach oben begrenzt, und der durch die Rundiſte gehenden Durchſchnittsfläche parallel liegt. Kalette (Culasse ou pointe du brillant) (Fig. 48ʰ) iſt eine Facette des Untertheils, welche alle Facetten nach unten begrenzt, der Tafel gerade gegenüber und ihr parallel liegt. Sternfacetten (Fig. 47ᵇ) ſind Facetten am Obertheile, welche mit einer Seite an die Tafel grenzen. Querfacetten (Fig. 47ᶜ u. 48ᶠ) hat Obertheil und Untertheil: ſie ſchließen ſich mit einer Seite an die Rundiſte an. Nach der Anzahl Facetten unterſcheidet man:

a. Dreifachen Brillant (dreifaches Gut). (Fig. 47, 48 u. 49.) Auf dem Obertheile die Tafel mit 32 Facetten, die in drei Reihen ſo herumliegen, daß die Stern- und Querfacetten Dreiecke, die zwiſchen ihnen aber ſich befindenden Vierecke bilden. Auf dem Untertheile die Kalette, und in zwei Reihen 24 Facetten, unter welchen die Querfacetten dreiſeitig, die andern, an die Kalette grenzenden, hingegen abwechſelnd vier- und fünfſeitig ſind.

b. Zweifachen Brillant (zweifaches Gut). (Fig. 50
dem Obertheile die Tafel und, in zwei Reihen, 16 drei
grenzende Facetten. Der Untertheil hat nebſt der Kal-

8 — 12 Facetten, unter welchen die Querfacetten Dreiecke, und die andern Fünfecke bilden. Hierher gehört auch der engliſche zweifache Brillant, der ſich nur dadurch unterſcheidet, daß die Facetten des Obertheils einen Stern formiren; daher auch die Benennung zweifaches Gut mit Stern. (Fig. 52 u. 51.)

Zur Schönheit des Brillants gehört auch ein gewiſſes Verhältniß in den Dimenſionen. Folgende Verhältniſſe ſind als die richtigen angenommen:

Die Höhe des Obertheils gleich $^1/_3$ der ganzen Höhe;
die Höhe des Untertheils gleich $^2/_3$ der ganzen Höhe;
der Durchmeſſer der Tafel gleich $^4/_9$ des Durchmeſſers der Rundiſte;
die Fläche der Kalette gleich $^1/_6$ der Fläche der Tafel.

Die Engländer machen die Rundiſte gewöhnlich ſcharf, während die Holländer ſie breiter laſſen; erſtere Art begünſtigt das Spiel des Steins mehr, iſt aber, wie ſchon früher erwähnt worden, beim Faſſen nachtheilig. Die Grundform des Brillanten kann viereckig, rhombiſch, rund, birnförmig u. ſ. w. ſein, auch wechſeln manchmal die Facetten in der Zahl der Seiten. So zeigt Fig. 47 u. 48 einen dreifachen Brillant von oben und unten geſehen in quadrirter Form, Fig. 53 u. 54 einen in ovaler, Fig. 55 u. 56 einen in runder und Fig. 57 u. 58 einen in birnförmiger Geſtalt.

Der von A. Caire erfundene ſternförmige Schnitt (taille à étoile) bietet dem Auge einen ſehr gefälligen Zuſammenfluß von Strahlen dar. Der

§. 118. Die Rosette (Rautenstein, Raute, Rosenstein, Rose, rose). (Fig. 61 — 64.)

Seit 1520 in Gebrauch und einer aufbrechenden Rosenknospe gleichend, ein Schnitt, der dann angewendet wird, wenn der Stein nur mit großem Verluste zum Brillant geschnitten werden könnte. Ihrer Hauptform nach ist die Rosette eine Pyramide. Das Charakteristische derselben besteht darin, daß ihr der Untertheil fehlt und der nach unten von einer Fläche (Grundfläche) begrenzte Obertheil mit zwei Reihen Facetten versehen ist, von welchen die der obern in eine Spitze zusammenlaufen. Die Facetten der obern Reihe heißen Stern-, die der untern Querfacetten. Was die Figur der Facetten betrifft, so sind die Sternfacetten immer Dreiecke, die Querfacetten meistens Dreiecke, seltener Vierecke, und zwar das letztere nur dann, wenn sie in gleicher Anzahl mit den Sternfacetten angeschliffen werden.

Im Mittelpunkte sind gewöhnlich sechs Facetten, welche ebenso viele Dreiecke bilden, deren Scheitel aneinander stoßen. Die Grundlinien dieser Dreiecke stoßen an eine andere Reihe von Dreiecken, die in verkehrter Ordnung mit denselben stehen, sodaß nämlich die Grundlinien beider aneinander liegen und die Scheitel derselben an den scharfen Umfang des Steins stoßen. Die letzten Dreiecke lassen Zwischenräume, deren jeder in zwei Facetten geschnitten wird. Auf diese Weise bekommt die Rosette 24 Facetten und die Oberfläche des Steins wird in zwei Theile getheilt, von welchem der obere Theil die Krone, und der sie umgebende untere Theil die Spitzen (dentelle) bildet.

Eine wohlgeschliffene proportionirte Facette muß die Hälfte des Durchmessers der Grundfläche zu ihrer Höhe haben. Der Durchmesser des Sterns (de la couronne) soll um ein Viertel kleiner sein als der der Basis, und die Höhe von der Grundfläche des Steins bis zur Grundfläche des Sterns soll $^3/_5$ von der ganzen Höhe des Steins betragen. Man gibt der Rosette eine runde, längliche oder eiförmige Gestalt. Am besten eignet sich ein zirkelrunder Stein zum Rosettenschnitt, und zwar, weil einestheils diese Form die schönste ist und den meisten Effect hervorbringt, und anderntheils die Facetten leichter gleichzuschleifen sind und mehr Zusammenhang untereinander haben als bei allen andern Formen, die indessen doch auch oft getroffen werden. Obschon die Rosette ein sehr starkes Feuer blitzen läßt und dasselbe zuweilen noch weiter verbreitet als der Brillant, so spielt letzterer doch unendlich besser, jedoch auch nur in dem Falle, wenn die Facetten des obern und untern Theils miteinander correspondiren und zwar in so genauen Verhältnissen, daß die Brechungen und Zurückwerfungen der Lichtstrahlen so vervielfältigt werden, daß man die Farben des Prismas alle so hell als möglich wahrnehmen kann.

Die Anzahl der Facetten sowie auch ihre verschiedene Lage verschiedene Rosetten. Man unterscheidet:

a. Holländiſche Roſetten (gekrönte, eigentliche). (Fig. 65.) Sie beſtehen außer der Grundfläche aus 18 Quer- und 6 Sternfacetten.

b. Brabanter Roſetten. (Fig. 66.) Sie haben ebenſo viel Flächen als die vorhergehende Art, nur ſind bei ihnen die Sternfacetten gedrückt und erheben ſich wenig.

c. Vladke Moderoozen. (Fig. 67.) 6 Stern- und 6 Querfacetten. Die Lage der erſtern wie bei der Brabanter Roſette.

d. Kruinige Moderoozen. (Fig. 68.) 6 Stern- und 12 Querfacetten. Die Lage der erſtern wie bei der Brabanter.

e. Rose recoupée. 12 Stern- und 24 Querfacetten.

f. Stückroſen. Kleine Roſetten verſchiedener Art, von welchen 100—160 und mehr auf ein Karat geben, und die meiſt zur Karmoiſirung auf Ringen, Doſen u. dgl. verwendet werden.

Zu den Roſetten zählt man auch die Briolettes oder Pendeloques (Uhr- und Ohrengehänge). Sie haben die Form zweier an den Grundflächen miteinander vereinigter Roſetten.

§. 119. Der Tafelſtein (Diamant taillé en table). (Fig. 69 u. 70.)

Dieſe Art des Schnittes findet bei Edelſteinen von geringer Dicke, oder an durch Spalten abgeſonderten Blättern ſtatt. Sie werfen wenig Glanz von ſich. Man kann den Tafelſtein aus dem Obertheile mit der Tafel, dem Untertheile mit der Kalette und der Rundiſte beſtehend anſehen. Der obere Theil

bereits vorhandenen Flächen (Krystallflächen), oder schneidet die Steine nach der bekannten Krystallgestalt zu. Diese Form findet sich nur noch an altem Schmucke.

Porträtsteine (Casken, Brillantglas) sind sehr dünne, auf beiden Seiten ebengeschliffene Diamantblättchen, deren Rand meistens mit kleinen Facetten versehen ist. Sie dienen zum Belegen kleiner Porträts auf Ringen, und bringen einen sehr schönen Effect hervor. — Senaile werden Diamantsplitter, mit mehreren Facetten versehen, genannt.

Bastardformen sind Schnitte, die aus den verschiedenen angeführten Formen zusammengesetzt sind.

Kappgut werden Steine jeder Form mit ungeregelten Facetten genannt.

§. 122. Der Treppenschnitt (taille à degrés), (Fig. 79 u. 80),

bei welchem die Facetten gegen die Tafel und die Kalette des Steins hin immer abnehmend in Stufen zulaufen. Der Obertheil hat in der Regel deren zwei, oder selten drei, während die Menge derselben am Untertheile sich danach richtet, ob der Stein heller oder dunkler ist. Der Schimmer wird vermindert und die Farbe geschwächt durch eine zu kleine Zahl von Stufen; man nimmt daher gewöhnlich 4—5 als mittlere Norm an. Die Form der Steine kann bei diesem Schnitt vier-, sechs-, acht- oder zwölfseitig sein, auch länglichrund. (Fig. 81, 82, 83, 84.) Er ist besonders vortheilhaft für gefärbte Steine, weil er das Licht am meisten zurückwirft und dadurch das Spiel derselben sehr begünstigt. Auf jeden Fall wird er aber als Schnitt für den Untertheil eines gefärbten Steins jedem andern, selbst dem en pavillon geschnittenen Untertheile eines Brillanten, vorzuziehen sein, der Obertheil habe eine Form, welche er wolle.

§. 123. Der gemischte Schnitt (taille à facettes dessus). (Fig. 85—88.)

Brillant- und Treppenschnitt sind hier so miteinander verbunden, daß der Obertheil Brillantfacetten, der Untertheil den Treppenschnitt zeigt. Eine der üblichsten Formen bei gefärbten Steinen, vorzüglich wenn Erhöhung des Glanzes beabsichtigt wird.

§. 124. Der Schnitt mit verlängerten Brillantfacetten (taille à dentelle en dessus). (Fig. 89 u. 90.)

Am Untertheile findet sich der Treppenschnitt, während am Obertheile sehr in die Länge gezogene Brillantfacetten angebracht sind. Man wendet diese Form mit Vortheil an, wenn der Stein länglich ist, oder er nicht
liche Dicke am Untertheile besitzt, oder ihm der gehörige Gla

§. 125. Der Schnitt mit doppelten Facetten (taille à doubles facettes). (Fig. 91 u. 92.)

Auf dem Obertheile die Tafel mit zwei Reihen dreiseitiger Facetten. Jede Reihe besteht aus zweierlei Facetten, die abwechselnd nebeneinander angebracht sind und nur durch ihre Lage sich unterscheiden. Die Dreiecke der einen Art liegen nämlich mit der Spitze nach aufwärts, die der andern nach abwärts. Auf dem Untertheile befindet sich der Treppenschnitt. Er, sowie überhaupt alle Schnitte mit Facetten, haben den Vortheil, manche Fehler der Steine zu verbergen, Risse, Punkte u. dgl. Aber es ist zu bemerken, daß das Schimmern, welches dieser Schnitt gibt, einem vollkommenen Steine schadet und hindert, seine ganze Eigenthümlichkeit zu genießen. Er ist nur günstig für schwach gefärbte Steine, weil er die Intensität der Farbe begünstigt und Spiel und Glanz erhöht, daher man ihn gern den farblosen Steinen gibt, denen man die runde und ovale Form erhalten will.

§. 126. Der Tafelschnitt (taille à table). (Fig. 93 u. 94.)

Mit einer ebenen oder mugeligen Tafel und einer oder zwei Reihen Facetten im Umkreise. Eignet sich vorzüglich zu Siegelsteinen.

§. 127. Der muschelige oder mugelige Schnitt (en cabouchon).

Ein Schnitt, durch welchen der Stein ein oder zwei Wölbungen erhält. Für den ersten Fall ist die der Wölbung gegenüberliegende Seite flach und die

griff der Schmuckwaaren fallen, namentlich ganze Petschafte, Briefbeschwerer, Schalen, Dosen, kleine Büchsen und Etuis, Schreibzeuge, Stockknöpfe, Messerhefte, Plättchen zu eingelegter Arbeit und für Mineraliensammlungen u. s. w. Das, was sein Arbeitsgebiet begrenzt, ist namentlich der Umstand, daß er zur Hervorbringung aller Formen in Stein (abgesehen von der etwa vorausgehenden Zertheilung durch ungezahnte Sägen mittels Schmirgel) ausschließlich des Schleifens sich bedient; und gerade hierdurch schließen sich seine Productionen den auf ähnliche Weise erzeugten der Achatschleifereien u. s. w. an.

§. 129. Werkzeuge.

In einigen Fällen werden größere flache Arbeitsstücke aus freier Hand geschliffen, wobei man ihre Oberfläche mit Metallplatten oder Holzstöcken überreibt, nachdem Schmirgel (manchmal zum Rohschleifen auch nur feiner Quarzsand) mit Wasser aufgetragen ist; das Poliren geschieht alsdann auf ähnliche Weise mit Colcothar, Zinnasche oder Tripel, ebenfalls im nassen Zustande, jedoch unter Anwendung von Holz, welches oft mit Leder oder Hutfilz überzogen wird.

Das regelmäßige Arbeitsgeräth ist jedoch eine Drehbank, auf welcher das Schleifen und Poliren sowie das vorläufig etwa nöthige Zertheilen oder Zuschneiden kleinerer Steinstücke mittels drehender Bewegung unter großem Zeitgewinn geschieht. Diese Drehbank des Großsteinschneiders stimmt in allen wesentlichen Punkten mit der weiter unten beschriebenen des Kunststeinschneiders oder Steingraveurs überein und unterscheidet sich von ihr nur durch beträchtlichere Größe und Stärke aller Theile. In die (mittels Schwungrad und Rolle durch eine Schnur ohne Ende umgetriebene) Drehbankspindel wird der Stiel einer kreisrunden Scheibe eingesetzt, welche man unter einem gehörigen Vorrathe nach Bedarf auswählt. Die Scheiben stehen und bewegen sich demnach in einer verticalen Ebene, was sie von der Scheibe des Diamant- und Kleinsteinschneiders unterscheidet, und hier darum nöthig ist, weil nicht nur die Fläche, sondern noch häufiger der Rand derselben gebraucht wird, in welchem Falle man das Arbeitsstück von unten gegen die Scheibe anhält. Es sind drei Hauptarten von Scheiben nöthig, nämlich Schneidscheiben, Schleifscheiben und Polirscheiben, jede Art von verschiedenen Durchmessern (3 Linien bis 6 Zoll auch noch darüber); bei allen sitzt der Stiel oder die Achse nur auf der hintern Seite, sodaß die Vorderfläche völlig frei und glatt ist. Die Schneidscheiben sind von dünnem Eisen- oder Kupferblech, und dienen als ungezahnte Kreissägen zum Einschneiden und Durchschneiden der Steine. Die Schleifscheiben (von Eisen und Kupfer, manche der größern auch von feinkörnigem Standstein) messen von 1 Linie bis 1 Zoll in der Dicke, Rande theils flach, theils abgerundet, theils zugeschärft; auf den

entweder eben, oder convex rund, einige der kleinsten auch in Form eines Kegels zugespitzt oder zur Form eines cylindrischen Stifts verlängert. Die Polirscheiben endlich sind in Gestalt übereinstimmend mit den Schleifscheiben, jedoch aus Zinn, einer Mischung von Zinn und Blei, oder aus hartem Holze gemacht, und im letztern Falle mit feinem abgenutzten Hutfilz überzogen.

§. 130. Verfahren.

Zum Schneiden und Schleifen wird bei Bearbeitung sehr harter Edelsteine Diamantstaub mit Oel, in allen andern Fällen Schmirgel mit Wasser aufgetragen; nur die Scheiben von Sandstein werden mit Wasser ohne Zusatz benetzt. Beim Poliren wird anfangs auf den Zinnscheiben sehr feiner Schmirgel mit Baumöl, nachher Tripel mit Wasser auf zinnernen, Bimsstein mit Wasser auf hölzernen, oder Colcothar mit Wasser auf filzbekleideten Scheiben angewendet.

Bei der Arbeit stützt der Steinschneider die Arme auf zwei Kissen, welche er unter die Ellbogen legt, um so recht fest und sicher den Stein zu halten, der nach Erforderniß in einer oder der andern Lage an die Scheibe angedrückt, zweckmäßig fortbewegt und gewendet wird. Dies ist alles, was sich im allgemeinen über das Verfahren sagen läßt, denn die Einzelheiten modificiren sich ins Unendliche nach der auszuarbeitenden Gestalt, wobei der vollkommene und möglichst schnelle Erfolg zum größten Theile von richtiger Auswahl der Werkzeuge (Scheiben) und von der Handfertigkeit des Arbeiters abhängt.

§. 131. Einzelne Beispiele.

[redacted]

sich das Verfahren zur Aushöhlung einer viereckigen Dose fast von selbst. Die erste Anlage der Höhlung wird in diesem Falle — da man den Stein nicht drehen darf — ein Cylinderabschnitt, und es müssen alsdann nur noch die an zwei gegenüberstehenden Seiten stehen gebliebenen Massen mit einer kleinern Scheibe herausgeschliffen werden, um auch diese beiden Wände fertig zu machen. Dies geschieht, indem diejenige Wand, an welcher man inwendig gearbeitet, nach unten gehalten, und die ganze Dose in der Längenrichtung eben dieser Wand fortbewegt wird. Die Ausbildung der innern rundlichen Ecken wird mittels einer der allerkleinsten Scheiben bewerkstelligt, die z. B. nur 2 Linien Durchmesser, aber wol ein Zoll Dicke hat (also eigentlich ein Stift von 1 Zoll Länge bei 2 Linien Dicke zu nennen ist), und bis auf den Boden eingeschoben wird, sodaß ihre cylindrische Seitenfläche die Ecke bearbeitet. Sollen die Ecken scharfwinkelig werden, so wird endlich noch ein spitziger Stift angewendet, auf dessen Spitze man den Eckenwinkel hin- und her- (aus- und ein-) bewegt. Will man auf dem Dosenrande einen Falz zum Uebergreifen des Deckels anbringen, so wird in solcher Entfernung von der Randkante, wie die beabsichtigte Höhe des Falzes vorschreibt, rundherum eine Linie mit der Schneidscheibe eingeschnitten, und der dadurch begrenzte überflüssige Theil der Steinmasse mit einer flachrandigen Scheibe weggeschliffen.

2. Graviren in Stein.

(Kunststeinschneiderei oder Steinschneiderei in der engern Bedeutung.)

§. 132. Begriff der Kunststeinschneiderei.

Unter Graviren in Stein versteht man die Ausarbeitung vertiefter, zuweilen erhabener Figuren, Schriften oder sonstiger Charaktere in Edel- und Halbedelsteinen. Die auf diese Art bearbeiteten Steine von kleinerm Umfange werden Gemmen genannt. Die Kunst vertieft zu schneiden führt den Namen Sculptur, diejenige erhaben zu arbeiten heißt Tornatur. In die erstere gehören die Erzeugnisse des Wappenschneiders auf Petschaften, Siegelringen u. s. w. in Karneol, Jaspis, Chalcedon, Achat, Bergkrystall, Amethyst, Chrysopras, Heliotrop, Smaragd, Topas u. s. w. auch in künstliche Edelsteine oder Glasflüsse. Sind in die Gemmen Figuren vertieft eingeschnitten, so heißen sie Intaglien, sind dieselben jedoch im Relief ausgearbeitet, so nennt man sie Cameen. Beide verfertigt man namentlich aus Onyx, einem Achat mit parallel laufenden, scharf abgegrenzten Schichten von verschiedener Farbe. Dabei wird die eine farbige Schicht (bei den Intaglien innerhalb, bei den Cameen außerhalb der Umrisse der Zeichnung) bis auf die darunterliegende anders gefärbte Schicht weggenommen und es erscheint daher die Darstellung auch an Farbe von dem umgebenden glatten Grunde verschieden. Die meisten

und schönsten Cameen kommen jetzt von Rom in den Handel, welches jährlich für 250000 Fr. allein nach Paris, London, Petersburg, Wien und Neuyork exportirt. In Italien werden die Cameen auch ungemein schön und täuschend nachgeahmt, indem man mehrere Gattungen Muscheln, welche verschiedenfarbige Lagen (z. B. rauchgrau und weiß, oder bläulich opalisirend und gelblichweiß, oder fleischroth und weiß) darbieten, in ganz übereinstimmender Weise bearbeitet. Da diese jedoch viel weicher sind als Onyx, so gestatten sie die Anwendung der Grabstichel, und sind mithin, technisch betrachtet, ein Erzeugniß anderer Art, dessen Hervorbringung weit weniger Schwierigkeiten unterliegt als die der echten Cameen durch Schleifen.

Geschichtliches.

§. 133. Kunststeinschneiderei im Orient.

Die Siegel machten die Hohlgravirung sehr frühzeitig nothwendig und diese Arbeit in Siegeln bereitete auf das Steinschneiden vor. Deswegen ist auch die Kunst, vertieft in Stein zu schneiden, weit älter als die Kunst erhabene Figuren auf demselben auszuarbeiten. Die ersten Anfänge der Steinschneidekunst lassen sich weder bei den Völkern des Orients noch bei den Griechen mit einiger Bestimmtheit nachweisen. Im Orient war natürlich der Gebrauch der Schmuck- und Siegelringe weit früher als in Hellas eingetreten und nach den Zeugnissen der Alten viel allgemeiner geworden. Nach den Berichten des Herodot trug jeder Babylonier einen Siegelring, welche Sitte gewiß nicht erst zur Zeit des genannten Historikers, sondern Jahrhunderte früher in Gebrauch gekommen war. Namentlich liebte man auch die Cylinderform der Gemmen, die nach dem Berichte des Plinius auch bei den Indiern im Gebrauch war. Die geschnittenen Steine der babylonischen Siegelringe bestanden gewöhnlich aus Chalcedon, Hämatit und Achat, größere Cylinder besonders aus Hornstein und Magneteisenstein. Die ersten rohen Anfänge der technischen Bearbeitung erstreckten sich nur auf das Einschneiden runder Höhlungen, bis man endlich ganze Figuren in alterthümlich strengem Stile ausarbeitete. Nach den Berichten Herodot's waren auch in Aethiopien Schmuck- und Siegelringe frühzeitig im Gebrauche, und in Persien trug man walzenförmige Magnetsteine und auf ihrer Achse durchbohrte Chalcedone oder schwarze Hämatite als Amulete.

Auch die Israeliten haben bereits in sehr früher Zeit geschnittene Steine gehabt, da Siegelringe in den Mosaischen Schriften genannt werden (Exod. 28, 17 - 20, und 39, 10—13) und nach der Verordnung des Moses edle Steine mit Aufschriften zur Verzierung des hohenpriesterlichen Gewandes dienten. Wahrscheinlich hatten dieselben die Steinschneidekunst in Aegypten gelernt, wo dieselbe in uralter Zeit in Gebrauch war. Auch konnte ihnen von

syrien aus, namentlich von Babylon und Ninive her, einige Bekanntschaft t diesem Kunstzweige zugekommen sein. In den Büchern des Alten Bundes rden auch einheimische Künstler genannt.

Zu den ältesten Künstlern im Gebiete der Steinschneidekunst gehörten enfalls die Aegypter, wie wir aus den noch erhaltenen uralten, gewöhn- durchbohrten und als Amulete getragenen Scarabäengemmen (mit der rstellung des heiligen Pillenkäfers Scarabaeus) mit Hieroglyphenschrift fol- n dürfen. Man hat bei ihnen fünf Culturperioden angenommen: als die erste älteste Zeit bis auf die Eroberung des Landes durch Kambyses; als die ite von der Zeit des Kambyses bis zum Anfang der Herrschaft der Ptole- er; als die dritte die Zeit während der Herrschaft der Ptolemäer; als die rte die Zeit seit der Eroberung Aegyptens durch die Römer und die Ver- ndlung des Landes in eine römische Provinz; die fünfte umfaßt die Re- rung Hadrian's und der Antonine. Jede dieser Perioden hatte in der Kunst- bung ihre Eigenthümlichkeit. Die älteste Zeit bewahrte ihre altägyptische iginalität. Seit der Occupation durch die Perser waren arische oder persi- e Culturelemente eingedrungen und hatten auch auf die Kunst ihren Einfluß abt. Durch die Ptolemäer gelangte griechische Bildung nach Aegypten. Die mer nahmen ägyptische Culturelemente an und wirkten mit ihrer eigenen ltur auf Aegypten zurück. Die letzte Periode war die des Kaisers Hadrian, lcher Aegypten bereiste und dadurch eine neue Kunstentwickelung herbeiführte. mentlich beschäftigte die Darstellung seines Lieblings Antinous viele Künst- , welche in diesen und ähnlichen Werken den griechisch-römischen Typus f eine neue Art mit dem ägyptischen vereinigten.

§. 134. Steinschneidekunst in Hellas.

Vom Orient gelangte jedenfalls die Steinschneidekunst nach Hellas, wo reits im 7. Jahrhundert v. Chr. Steinschneider existirten. Im 5. und Jahrhundert hatte dieselbe schon große Fortschritte gemacht; namentlich war unter den üppigen Athenern längst Sitte geworden, die Finger mit präch- en Ringen mit geschnittenen Steinen zu schmücken. Selbst Demosthenes und istoteles verschmähten diese Zierde der Hände nicht, und auf attischen In- riften, welche Verzeichnisse von Tempelschätzen enthalten, werden unter den eihgeschenken auch zahlreiche goldene und silberne Ringe mit geschnittenen teinen, z. B. mit Jaspis, Onyx, Sarder und auch Glaspasten, aufgeführt.

Die glänzendste Epoche trat jedoch für diesen Kunstzweig zur Zeit Alexan- r's des Großen ein (333 v. Chr.). Der hervorragendste Meister derselb ir Pyrgoteles, welchem allein Alexander verstattete, sein Bildniß e en zu veranschaulichen. Er war so gefeiert, daß man schon im inen Namen auf geschnittene Steine setzte, die nicht von ihm

waren, um diesen dadurch einen höhern Werth zu verleihen, und noch häufiger wurde solche Fälschung von Künstlern der neuern Zeit, d. h. seit dem 16. Jahrhundert betrieben.

Von dieser Zeit an behauptet die Steinschneidekunst ununterbrochen ihre Geltung, obwol uns über die spätern Künstler wenig genaue Berichte zugekommen sind. Plinius erwähnt nach Pyrgoteles noch den Apollonides und Cronius als berühmte Meister, ohne deren Zeitalter genau zu bestimmen, und zur Zeit des Augustus den Dioscorides.

§. 135. Steinschneidekunst in Italien.

Am frühesten blühte die Steinschneidekunst bei den Etruskern, wohin sie wahrscheinlich von Aegypten aus gelangt war. Das Material dazu lieferten die schönsten orientalischen Karneole, Sarder und Sardonyxe. Köhler hat für die etruskische Kunst drei Zeitalter angenommen. Das erste, welches die höchste Blüte umfaßt, ist nach der 30. Olympiade (657 v. Chr.) und vor Roms Herrschaft anzusetzen. Es enthält die am schönsten gezeichneten, meist mit dem größten Fleiße ausgeführten Werke mit den Namen der vorgestellten Personen. Das zweite, schon weniger vortreffliche Arbeiten enthaltend, zeigt einen andern Charakter der Gebilde. Die Scarabäen sind ohne Aufschrift und ohne Namen der dargestellten Personen. Der dritte Zeitraum endlich von der 125. bis zur 183. Olympiade oder bis zur Zeit Julius Cäsar's befindet sich

lung des Mithridates (61 v. Chr.) unter dessen Schätzen erbeutete und dieselbe unter den Weihgeschenken auf dem Capitolium aufstellte. Der eigene Siegelring des Pompejus, welchen seine Mörder in Aegypten dem Cäsar überreichten, hatte das Bild eines schwerttragenden Löwen. Um den Pompejus auch in Beziehung auf die von ihm geweihte Dactyliothek zu übertreffen, ließ Cäsar sechs Dactyliotheken im Tempel der Venus Genetrix aufstellen. Kleinere Gemmensammlungen mochten um diese Zeit auch bereits einzelne kunstliebende Römer besitzen. Vom Anfange der Kaiserzeit an wurden von reichen und verschwenderischen Römern auf kostbare Fingerringe mit geschnittenen edeln Steinen ungeheuere Summen verwendet, und der Luxus in diesem Gebiete war bald allgemein verbreitet. Natürlich gewann dadurch sowol im Occident als auch im Orient die Steinschneidekunst wieder einen hohen Aufschwung. Namentlich bemühten sich zu Rom talentvolle Künstler, schätzbare Arbeiten zu liefern, wenn sie auch nicht die Vortrefflichkeit der Werke des Pyrgoteles oder des Dioscorides zu erreichen vermochten. Zu bewundern bleibt daher, daß Plinius aus dem Zeitalter von Augustus bis Vespasian nicht eine größere Anzahl von Steinschneidern aufgeführt hat, da doch diese einträgliche Kunst gewiß viele Künstlerhände beschäftigte. Außer Pyrgoteles und Dioscorides werden von ihm nur noch die schon oben erwähnten Apollonides und Cronius als berühmte Steinschneider angegeben, deren Zeitalter wir nicht genau zu bestimmen vermögen. Der Grund darf wol theils darin gesucht werden, daß von vielen geschickten Meistern im Gebiete der Steinschneidekunst doch nur wenige einen glänzenden Namen erlangten, theils darin, daß die kleinen zierlichen Producte der Glyptik nicht ebenso wie die großen Werke der Plastik und Malerei zur allgemeinen Kenntniß gelangten, sondern nur das Eigenthum der kleinern höhern Kreise blieben.

Auch während der spätern Kaiserzeit blieb die Steinschneidekunst fortwährend in Uebung, dies beweisen die vielfachen Erwähnungen derselben bei gleichzeitigen griechischen und römischen Autoren. Auch befanden sich unter zahlreichen fabrikmäßigen Dactylioglyphen, welche ohne große Kunstfertigkeit dem täglichen Bedürfnisse dienten, wol stets einige durch Talent und Geschicklichkeit hervorragende Meister, aus deren Werkstatt noch manche uns erhaltene Gemme stammen mag, deren Alter wir nicht mehr abzuschätzen vermögen. Die byzantinischen Kaiser, was Pracht und Luxus, Ausstattung des Körpers und der Paläste betrifft, gewiß nicht die letzten, haben auch diese Kunsterzeugnisse nicht verschmäht, und es wurde während ihrer Herrschaft noch manches vortreffliche Werk dieser Kunstgattung geliefert. Es möge hier nur der berühmte, einst dem Marchese Rinuccini gehörende, 53 Karat wiegende Sapphir erwähnt werden, auf welchem eine Jagd des Kaisers Konstantius dargestellt ist, mit der Aufschrift CONSTANTIUS. AUG. und mit der im Vordergrunde liegenden

weiblichen, die Stadt Cäsarea in Kappadocien repräsentirenden Gestalt, und selbst mit dem Namen des dargestellten Ebers, den der Kaiser hier mit eigener Hand erlegt.

§. 136. Abraxe.

Ein eigenthümliches Gebiet in der spätern Gemmenkunde bilden die in den ersten christlichen Jahrhunderten weit verbreiteten Abraxas (auch gemmae Basilidianae genannt), Amulete und Zaubergemmen, welchen man geheimnißvolle Kräfte beilegte. Eigentlich war dies keine neue Erscheinung, sondern man hatte schon in ältester Zeit edeln Steinen besondere Kräfte und mysteriöse Eigenschaften beigelegt und dieselben als Amulete und Talismane betrachtet. Und noch im Mittelalter und in der neuern Zeit schrieb man den Gemmen dynamische Eigenschaften dieser Art zu, wie uns die oben angeführten Schriften des Psellos und des Marbodus belehren. Allein sowol in der erwähnten orphischen Schrift, als in diesen späten Erzeugnissen ist nicht von geschnittenen oder gravirten, sondern von edeln Steinen in ihrem natürlichen Zustande die Rede, wenn dieselben auch in Ringe gefaßt waren. Die Abraxas der spätern Zeit dagegen erhielten ihre Bedeutung durch eingegrabene symbolische oder hieroglyphische Figuren, Zeichen, Buchstaben, was mit der Lehre der Gnostiker, der Astrologen und Mystiker zusammenhing. Aus Aegypten und Syrien war eine ungeheuere Anzahl magischer Gemmen dieser Art (Abraxas- und Cheuphisgemmen) nach Italien und in alle Provinzen des römischen Reichs gekommen, und es scheint in jenen Ländern Fabriken gegeben zu haben, welche sich vor

[redacted]

wurden astronomische Gegenstände beliebt, wie der umstrahlte Kopf des Hundes Sirius und der Orion als sechsstrahliger Stern. Außerdem kommen theatralische Costume, namentlich Masken auf Gemmen häufig vor; ebenso festliche Scenen, wie die Askolien. — Seit der Zeit Alexander's des Großen treten die Köpfe und Brustbilder berühmter Männer auf. Noch später brachte man auf großen Cameen Doppelköpfe (d. h. zwei Köpfe nebeneinander), ja sogar vier solche (zwei und zwei gegenüber) zur Anschauung. Eine bewundernswürdige Kunstfertigkeit entfaltete sich in den Darstellungen aus der Thierwelt. Die im Wettrennen begriffenen Rosse sind stets vortrefflich dargestellt; ebenso die Rinder, Hunde, die Thiere der Wildniß u. s. w.

Außer diesen Bildwerken wurden die Gemmen mit verschiedenen Aufschriften versehen, welche theils Liebkosungsworte, theils Ermahnungsworte, Grundsätze, Worte der Dankbarkeit u. s. w. enthalten. Ferner finden wir theils ganze, theils halbe Namen darauf, oder nur einzelne Buchstaben, die dieselben andeuten. Früher hielt man dieselben meist für Künstlernamen, bis man nach genauerer Untersuchung mehr Namen von Besitzern als Künstlern darunter entdeckte.

§. 138. Steinarten, welche die Alten zum Graviren benutzten.

Die Intaglien wurden aus allen möglichen Steinarten verfertigt und es konnten dazu selbst die kleinsten und härtesten (mit Ausnahme des Diamants), mithin auch die kostbarsten Steine benutzt werden. Zu harte und spröde Gemmen scheint man jedoch im allgemeinen vermieden zu haben. Man wählte dazu theils einfarbige, durchsichtige, theils mehrfarbige, opalisirende, durchscheinende, undurchsichtige, wolkige, fleckige, gestreifte und auch aus mehreren Lagen bestehende Steinarten. Die größten Meisterwerke im Bereiche der vertieften Arbeit finden wir vorzugsweise auf den schön durchsichtigen Steinen, weil die Arbeiter ihre Kunst nicht an Steine verschwenden wollten, bei welchen die Schönheit der Arbeit nicht ins Auge fiel, wenn man sie gegen das Licht hielt. Vorzüglich beliebt waren bei den Steinschneidern des Alterthums folgende Schmucksteine: Smaragd, Beryll, Hyacinth, Amethyst, Topas, Lasurstein (Sapphir des Plinius), die verschiedenen Opalgattungen, Chrysolith u. s. w. Ferner von den minder kostbaren: Karneol, Sarder, Chalcedon, die Jaspisvarietäten, Achat, Onyx, Heliotrop (namentlich zu Abraxas beliebt), Granat, Lapis-, Bergkrystall, Bernstein, Nephrit, grüner Quarz (Plasma), Malachit, Serpentin und Magneteisenstein (namentlich bei Babyloniern und Aegyptern), Obsidian (bei Persern und Aegyptern), Meerschaum und Serpentin (zu Scarabäen, Cartouchen bei den Aegyptern) u. s. w.

Zu Cameen wählte man gewöhnlich größere Stücke, die sich durch Schönheit der Farbe und womöglich durch mehrere verschiedenartige Lagen

auszeichneten, obwol auch bisweilen einfarbige Steinarten dazu verwendet wurden. Namentlich waren es daher Onyxe und Sardonyxe, aus denen man die schönsten Kunstwerke darstellte; auch der gemeine Chalcedon, Karneol und Jaspis wurden dazu benutzt. Eine Camee von Türkis befindet sich in der wiener Sammlung und ein Isiskopf von der feinsten Arbeit in Malachit in der kaiserlich russischen Gemmensammlung zu Petersburg.

Je mehr Lagen ein Onyx oder Sardonyx hatte, je fehlerfreier dieselben, je reiner und schöner die Farben, desto kostbarer der Stein. Für die schönsten Steine dieser Art wurden diejenigen gehalten, welche auf dunklerm Grunde eine weiße Lage hatten, und noch höhern Werth erhielten dieselben, wenn über der weißen Lage, wenn auch nur theilweise, noch eine dritte farbige, etwa röthliche oder bräunliche Schicht lag, welche dem Künstler dazu dienen konnte, Theile des Gewandes, das Haupthaar, um das Haupt gewundene Kränze, Attribute u. s. w., bisweilen auch das Angesicht der dargestellten Person daraus zu bilden, alles übrige dagegen aus der zunächst unterliegenden weißen Schicht herzustellen, wodurch ein wunderbarer Contrast hervorgebracht und das ganze Bildwerk des Steins einem Gemälde ähnlich werden konnte. Für weniger schön wurden diejenigen Steine gehalten, an welchen die ganze obere Schicht dunkelfarbig, entweder schwarz oder gelb war, während die Grundfläche lichtere Farbe hatte, sodaß der Künstler das ganze Bildwerk nur aus der obern Schicht herauszuarbeiten vermochte. Ganz durchsichtige Steine wurden nicht zu Cameen verarbeitet, oder in höchst seltenen Fällen, und es gehört daher das auf einen Granat erhaben geschnittene Brustbild einer jungen Frau in einem Ringe der florenzer Sammlung zu den größten Seltenheiten.

§. 139. Art der Bearbeitung der Edelsteine im Alterthume.

Dieselbe war im wesentlichen schon diejenige, welche jetzt noch von den Künstlern ausgeübt wird. Der zu bearbeitende Stein ging bis zum Einfassen durch die Hände von drei verschiedenen Künstlern, durch die des Steinschleifers (politor), des Steinschneiders (scalptor) und durch die Hände des aurifex oder Einfassers. Der erste stellte den Stein überhaupt so weit her, daß der Scalptor nur noch sein Bildwerk auf demselben auszuführen brauchte. Die zu bearbeitende Gemme wurde erst mit Hülfe von Schleif- und Wetzsteinen im Groben abgeschliffen und geformt, und dann mit der Politur begonnen, in welcher die Alten eine bewundernswürdige Meisterschaft erlangt hatten. Hierauf griff sie der Steinschneider mit seinen Instrumenten an, wobei ihm zugleich eine dazu bestimmte Composition von Schleifpulver oder Schmirgel gute Dienste leistete. In den ältesten Zeiten wurden jedenfalls die geschnittenen Steine aus freier Hand bearbeitet und man konnte deshalb dazu gewiß nur Steine von geringerer Härte brauchen. So scheinen mehrere altägyptische

Scarabäen ohne Hülfe des Rades geschnitten worden zu sein. Zu welcher Zeit der Gebrauch dieses letztern eingetreten ist, läßt sich mit Bestimmtheit wol nicht angeben. Genug, in dasselbe wurden metallene Bohrer und wahrscheinlich auch gefaßte Diamantsplitter und Ostraciassplitter (Feuerstein) eingesetzt und so die Arbeit wie noch heute ausgeführt. Was nun die Ausführung einer aus mehreren Personen bestehenden Gruppe oder Scene auf einer Intaglie oder Camee betrifft, so mußte natürlich mit dem geringen Raume, den der Stein darbot, möglichst sparsam umgegangen werden. Da nun bei toreutischen Gebilden überhaupt, zumal auf so kleinem Raume, eine Vertheilung, Entfernung und Verkleinerung der Figuren nach den Gesetzen der Perspective (von einem und demselben Standpunkte aus betrachtet) nicht wohl ausführbar ist, so suchten sich dennoch die Künstler je nach dem Grade ihrer Kenntnisse und ihrer Geschicklichkeit der allgemeinsten Forderung der Perspective einigermaßen zu nähern, indem sie die Hauptfiguren voranstellten und dieselben auf dem Cameo stärker und erhabener, auf dem Intaglio stärker und tiefer, die Nebenfiguren dagegen nach Verhältniß der Entfernung von den Hauptfiguren kleiner und kleiner, ebenso flacher und flacher bildeten.

§. 140. Steinschneidekunst im Mittelalter und der Neuzeit.

In die Abendländer soll das Steinschneiden durch einige Juden aus Alexandrien gekommen sein. [1]) Im Mittelalter und selbst noch in späterer Zeit, als man noch keine tüchtigen Meister in der Gravirkunst hatte, wurden die geschnittenen Steine der alten Griechen und Römer zu Siegelringen angewendet. Der fränkische König Pipin siegelte mit dem indischen Bacchus und Karl der Große mit einem Steine, der den Jupiter Serapis darstellte. [2]) In der darauffolgenden Zeit gravirte man die Siegelringe mit dem Namen der Könige, um statt der Unterschrift den Namen unter königliche Befehle zu drucken. Auch Eheleute gaben einander auf die Treue ihrer Verbindung Ringe mit geschnittenen Steinen, worauf bezügliche Sinnbilder und Wünsche eingegraben waren. [3]) Im 15. Jahrhundert, als Konstantinopel in die Gewalt der Türken fiel, verließen griechische, mit dem Steinschneiden vertraute Künstler ihr Vaterland und gingen nach Italien. Die ersten Versuche in dieser Kunst fallen dort in die Zeiten der Päpste Martin V. und Paul II. Besonders half Lorenzo dei Medici zu Florenz dieser Kunst auf, der den Johannes Bernardi unterrichten ließ, welcher so schön in Karneol schneiden lernte, daß man ihn Giovanni delle Corniole nannte und ihn für den Wiederhersteller der Steinschneidekunst in

---

1) Meusel's Miscellaneen artistischen Inhalts (Erfurt 1785).
2) Krünitz' Encyklopädie, Bd. 10, unter „Edelstein".
3) Ebenda.

Italien hielt. Von ſeinem Geburtsorte hieß er auch De Caſtel Bologneſe; er ſtarb 1555. Seine Arbeit war ſo ſchön, daß man ſie mit der Arbeit der Alten in Vergleich ſetzen konnte. Sein Zeitgenoſſe Dominico de' Camei ſchnitt ſowol ſchöne Intaglien als auch Cameen. Er grub auf einen bleichrothen Rubin das Bildniß Ludovicus Maurus', Herzogs von Mailand; Clemens Birago oder Claude Briaque aus Mailand erfand um 1556 die Kunſt, in Diamant zu ſtechen oder Figuren hineinzuſchneiden. Nach Blum war Ambroſius Caradoſſa der erſte, der in Diamant ſchnitt, indem er im Jahre 1500 für Papſt Julius II. die Figur eines Kirchenvaters ausarbeitete.

Von deutſcher Steinſchneidekunſt finden wir die erſten Spuren im 14. und 16. Jahrhundert zu Strasburg und Nürnberg. Namentlich berühmt waren in dieſer Kunſt Hans Neuburger zu Nürnberg (1458), Daniel Engelhard in Nürnberg († 1552); Lucas Kilian ſchnitt ſo ſchön in Stein, daß er den Namen des deutſchen Pyrgoteles bekam; ferner der Nürnberger Georg Höfler († 1630), Ehrhardt Dorſch, der Vater (geb. 1646, geſt. 1712), Chriſtoph Dorſch, der Sohn (geb. 1676, geſt. 1732), Suſanna Maria Preißler (geb. 1701), eine Tochter des Ehrhardt Dorſch, Johann Anton Pichler oder Pitler (geb. zu Preſenon in Tirol 1700, geſt. 1791 zu Rom), Philipp Chriſtoph von Becker (geb. zu Koblenz um 1675, geſt. 1743), Gottfried Kraft von Danzig, alle aber übertraf Lorenz Natter aus Biberach, geb. 1705, geſt. 1763 in Petersburg. Frankreich und England und in der neueſten Zeit auch Rom haben ebenfalls viele ausgezeichnete Steinſchneider aufzuweiſen.

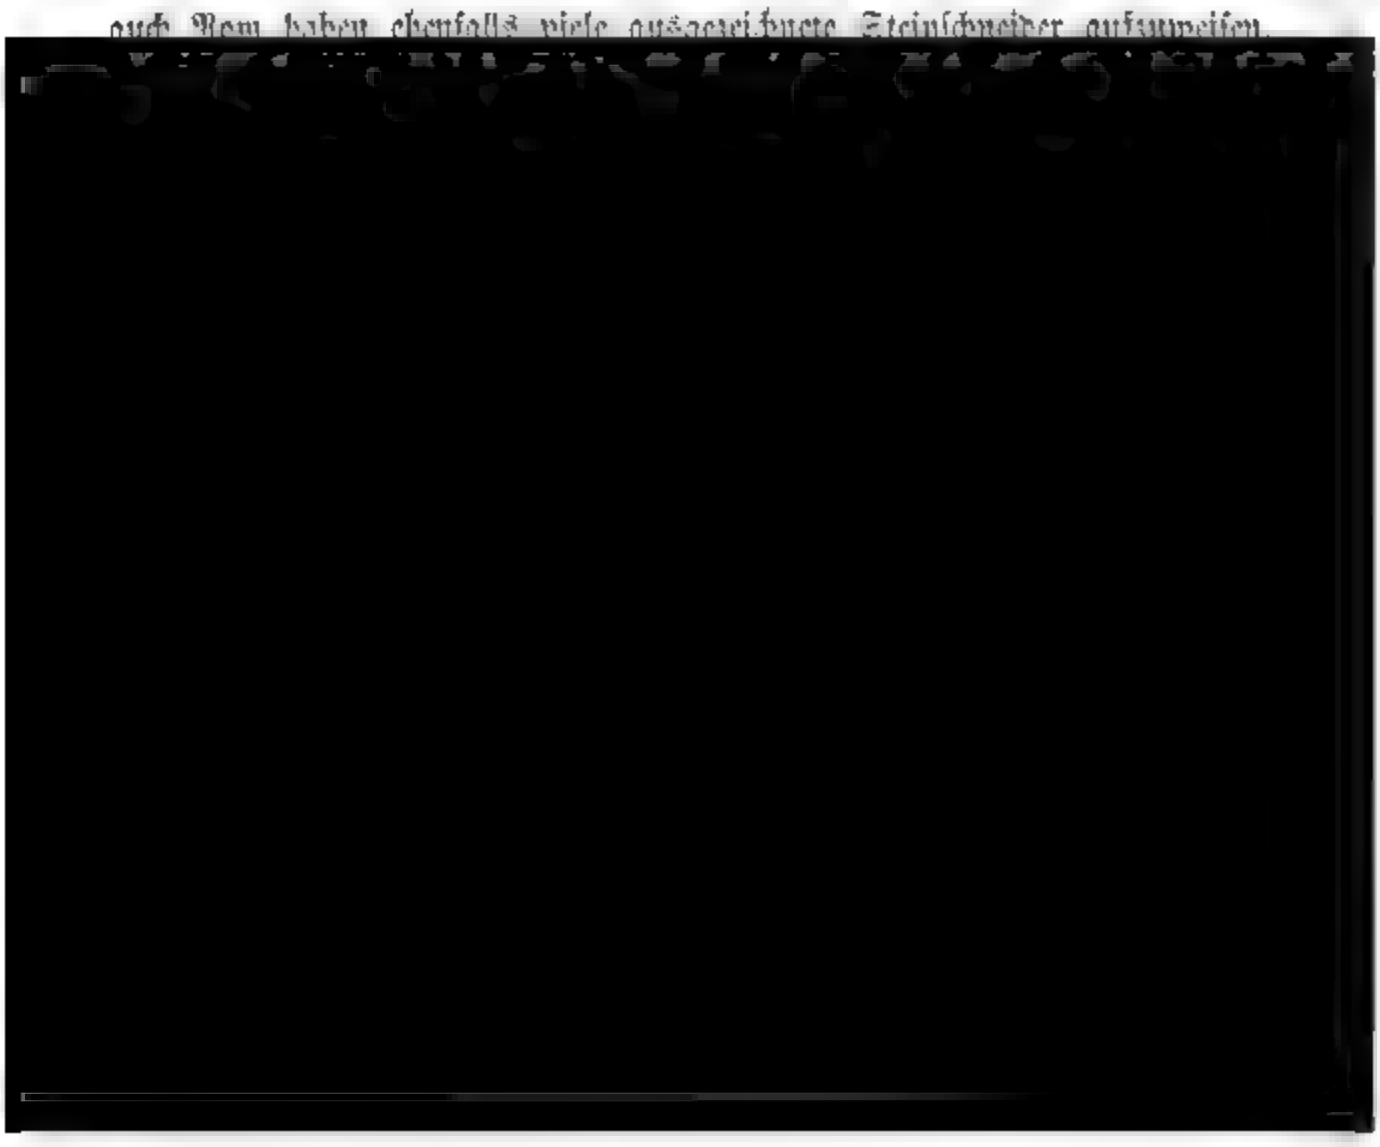

Sammlungen zu vervollständigen, verfertigte man bald aus verschiedenen Stof-
en Abdrücke derselben.

§. 141. Werkzeuge und Verfahren beim Steingraviren. [1])

Das Graviren in Edelsteinen ist, sofern man sie in rein technischer Be-
iehung betrachtet, anzusehen als die sogenannte Großsteinschneiderei, modificirt
urch Anwendung auf kleine und feine Gegenstände vermittelst entsprechend ver-
leinerter und zarter gebauter Werkzeuge. Die Schleifscheiben, welche man hier
ebraucht, halten selten bis zu 1 Zoll im Durchmesser und sind am öftersten
nter einer Linie groß, ja bis zu einem so geringen Umfange herabgebracht,
aß sie als Knöpfchen erscheinen, deren Gestalt kaum mehr mit freiem Auge
enau zu unterscheiden ist; sie führen auch den eigenthümlichen Namen Zeiger
wie der in Metall arbeitende Graveur seine Stichel nennt). Mittels dieser
Werkzeuge wird die ganze Arbeit durch Schleifen auf der Drehbank ausge-
eführt, und nur in den feinsten Theilen wird öfters durch wirkliches Graviren
uletzt nachgeholfen, wozu man aber keine stählernen Grabstichel, sondern nur
Diamantsplitter oder eigens für diesen Zweck geschliffene Diamante, in eiserne
Griffel gefaßt, anwenden kann.

Die Drehbank des Steinschneiders (Fig. 101) ist ein Tisch von 32 Zoll
öhe und z. B. 3 Fuß Länge auf 18 Zoll Breite. In der vordern langen
ante des Blattes, vor welcher der Arbeiter sitzt, ist ein bogenförmiger Aus-
chnitt von 15 Zoll Länge und 7 Zoll Tiefe gemacht, um eine größere An-
äherung des Körpers zu gestatten; übrigens ist die Tafel auf allen Seiten
nit einem leistenförmigen Rande von 1 Zoll Höhe und Breite eingefaßt, damit
ie kleinern niedergelegten Gegenstände nicht hinabrollen können, und unter
erselben sind Schiebladen zur Aufbewahrung der Geräthschaften, Steine u. s. w.
ngebracht. In der Nähe derjenigen schmalen Seite, welche den Arbeiter zur
inken Hand liegt, erhebt sich von dem Tische eine eiserne Docke mit der Dreh-
ankspindel, in welche letztere die Zeiger eingesteckt werden. Die Beschaffenheit
ieser verschiedenen Theile ergibt sich aus den Fig. 102—109.

Fig. 102 zeigt den Aufriß jener Seite, welche dem Arbeiter zugewendet
st, nebst einem Theile des Tischblattes ZZ im senkrechten Durchschnitte, Fig. 103
ie Ansicht vom vordern Ende der Spindel aus, wo ein Stück des Tisches Z
urch punktirte Linien angegeben erscheint; Fig. 104 den Grundriß. Die vier-
antige eiserne Docke A sitzt mit ihrer Platte oder Flantsche C in einer passend
ausgestemmten Vertiefung der Tafel, und setzt sich unterhalb derselben in Ge-
stalt einer Schraube B fort, deren Mutter D die Befestigung herstellt. Der
breitere und dickere Kopf dieser Docke ist gabelartig in zwei Wände E E und

1) Karmarsch in von Prechtl's „Technologische Encyklopädie", XVI, 358.

F F getheilt, deren jede wieder in einem breiten Ausſchnitte ein Spindellager aufnimmt. Zu dieſem Behufe ſind (wie gewöhnlich in ähnlichen Fällen) die ſenkrechten Seiten der Ausſchnitte doppelt abgeſchrägt, die Lager ſelbſt aber äußerlich entſprechend dreieckig ausgehöhlt. Da letztere von oben her eingeſetzt werden müſſen, ſo bedarf man zur Schließung der Einſchnitte der beiden Deckel l l, von welchen ein jeder mittels zweier Schrauben befeſtigt wird. Das Ganze wird mit einer darübergeſtülpten Meſſingblechkappe von der durch die Punktirung N N N angedeuteten Geſtalt bedeckt, damit der Arbeiter hierauf ſeine hohle linke Hand mit Bequemlichkeit legen kann, um mit deren herabgebogenen Fingern den Stein bei der Bearbeitung zu halten.

Die Lager ſind zweitheilig und aus Meſſing verfertigt; zwiſchen dem Oberlager und dem Deckel l iſt ein gebogener Streifen von hartgeſchlagenem Meſſingblech als Druckfeder eingelegt (in Fig. 103, unter l, durch eine einfache aber ſtarke Linie ausgedrückt), um einer ſchlotternden Bewegung der Spindel vorzubeugen In Fig. 104 ſind die Deckel l l, die Druckfedern und die Oberlager weggelaſſen, um die Unterlager ſowol als die vollſtändige Geſtalt der Spindel ſichtbar zu machen. Dagegen ſtellen Fig. 105 — 107 die ebengenannten Beſtandtheile abgeſondert in Aufriß und Grundriß vor, nämlich Fig. 105 eins der Oberlager, Fig. 106 eine der Druckfedern, und Fig. 107 einen der Deckel l.

Die eiſerne Spindel a b (in der Hälfte ihrer wirklichen Größe und durchſchnitten, mittels Fig. 108 dargeſtellt) wird gegen Längenverſchiebung in ihren

[redacted]

wird mittels dessen in die Oeffnung der Spindel bei a (Fig. 102, 103, 104, 108) eingesteckt und durch sanftes Anziehen der Druckschraube d befestigt.

Die Verfertigung der Metallzapfen i geschieht vor der Zurichtung des Zeigers durch Giessen in der Spindelbohlung selbst, wozu die Veranstaltung getroffen wird, welche Fig. 108 versinnlicht. Man schiebt, nachdem die aus der Maschine genommene Spindel senkrecht aufgestellt ist, in dieselbe zuerst einen konischen eisernen Kern g, der mitten auf seiner obern Grundfläche ein konisches Grübchen (einen sogenannten Kernerpunkt) enthält, stellt ein Stück dicken Eisendrahts mit seinem spitz zugefeilten Ende in dieses Grübchen, hält dasselbe durch irgendeine einfache Vorrichtung dergestalt fest, daß es sich in der Achse der Spindelbohrung befindet, und gießt nun den Raum i i mit geschmolzenem Schnellloth voll. Dieses, indem es auch die vorhin erwähnte Kerbe ausfüllt, erzeugt auf dem Zapfen eine kleine Hervorragung (k, Fig. 109 A und B), welche es leicht macht, jedesmal den Zeiger in der nämlichen Lage in die Spindel einzusetzen und so dessen richtigeres Rundlaufen zu sichern. Um einen festsitzenden Zeiger aus der Spindel herauszuschieben, stoßt man mit einem Stifte von hinten (durch die Bohrung h) gegen den Zapfen. Der Kern g dient nur beim Gießen der Zapfen und wird daher ausschließlich zu diesem Zwecke ins Innere der Spindel gebracht, sonst aber unter den übrigen Gerätschaften aufbewahrt.

Erst wenn man auf beschriebene Weise die Zapfen an Stücke Eisendraht von der nöthigen Länge und Dicke gegossen hat, werden letztere in diejenige Gestalt zugerichtet, welche sie als Zeiger haben müssen. Dies geschieht durch Abdrehen mittels eines gewöhnlichen Drehstichels in der Steinschneiderdrehbank selbst, welche zu dem Behufe mit einer Auflage, gleich der eines Uhrmacherdrehstuhls, versehen ist. Während des Gebrauchs der Maschine zum Steinbohren ist die Auflage abgenommen und beiseite gelegt, sie wird nur angesetzt, wenn man neue Zeiger zu verfertigen oder abgenutzte durch Nachdrehen zu repariren hat. Die Art ihrer Anbringung zeigen Fig. 102, 103, 104 zur Genüge. Die eiserne Stange G H wird durch ein dazu passendes Loch der Docke A geschoben, und darin mittels der Druckschraube L (Fig. 103) festgehalten, I ist die auf der Stange verschiebbare Hülse mit ihrer Druckschraube m, K die Auflage selbst.

Der wichtigste Theil des Apparats zum Steinschneiden sind die Zeiger (Steinzeiger) deren gebräuchliche Arten durch Fig. 109 A bis Q nach dem wahren (unverkleinerten) Maßstabe vorgestellt werden. Sie bestehen, wie schon erwähnt, aus Eisen; und meist besitzt der Steinschneider gar keine andern, da er der Regel nach mit Diamantpulver arbeitet. In Glasflüsse (künstliche Edelsteine) schneidet man mit Schmirgel und in diesem Falle werden auch kupferne Zeiger angewendet. Soll die in Edelsteine gemachte Gravirung polirt werden

(was gewöhnlich nicht geschieht), so gebraucht man, um den hierzu dienlichen Tripel aufzutragen, ebenfalls Zeiger von Kupfer, auch wol solche von Zinn, doch wird an letztern nur das Knöpfchen oder die Scheibe aus Zinn gemacht, welches auf die Spitze eines eisernen Stiels aufgelöthet ist. — Die Abbildungen stellen lauter ziemlich große Exemplare vor, weil nur an solchen die Gestalt recht deutlich durch Zeichnung ausgedrückt werden kann; der Raumersparniß wegen ist von Fig. H an bis Fig. Q der angegossene Zapfen weggelassen.

A ist eine flache Scheibe, auf der Rundung oder Stirn konisch abgedreht. Man hat dergleichen Scheiben von etwa 1 Zoll Durchmesser an in vielen Abstufungen der Größe bis hinab zu 0,3 Linie oder $^1/_{40}$ Zoll. B und C sind zwei Exemplare aus diesem Sortimente, von welchen letzteres zeigt, daß bei den kleinsten der Durchmesser und die Länge des abgestutzten kegelförmigen Knöpfchens ungefähr einander gleich ausfallen. Einige dieser Werkzeuge sind wie D auf der Stirnfläche rundum fein gereift; man gebraucht sie zum Einschneiden paralleler Linien, namentlich zu den Farbenschraffirungen in Wappen.

E heißt ein Flachzeiger; seine Gestalt ist die eines cylindrischen Scheibchens von 2 Linien Durchmesser und $^1/_4$ Linie Dicke, bis 0,3 Linie Durchmesser und kaum 0,2 Linie Dicke. Von denselben Abstufungen der Größe gibt es auch Flachzeiger wie H, woran beide Kreisflächen eine schwache convexe Wölbung haben.

Der Schneidezeiger ist ein scharfrandiges Scheibchen, übrigens entweder

Erfolgs, welche noch ferner dadurch erreicht werden, daß man bald größere, bald kleinere Zeiger anwendet (von den meisten Arten pflegt eine aus 10 oder 12 Größenabstufungen bestehende Reihe vorhanden zu sein), manche derselben bald mit ihrer Endfläche, bald mit ihrer Seitenfläche (ihrem Rande) arbeiten läßt, den Stein bald ruhig anhält, bald in verschiedener Weise an dem Zeiger vorüberbewegt. Das Auftragen des angemachten Schmirgelpulvers geschieht dadurch, daß man ein kleines Schälchen, worin dasselbe sich befindet, unter den Zeiger hält und durch Treten des Schwungrades die Spindel umlaufen läßt. Es ist schon erwähnt worden, daß man sich nur zum Schneiden in unechten Steinen, Glasflüssen, des Schmirgels, sonst regelmäßig des Diamantstaubes bedient; beide werden mit Baumöl angemacht. In echten Steinen wirkt Schmirgel sehr langsam, wodurch nicht nur Zeitverlust entsteht, sondern auch die Zeiger (wegen des länger auf sie wirkenden Druckes) mehr verdorben werden, früher ihre regelmäßige Gestalt verlieren und öfter nachgedreht werden müssen.

Um den Stein bequem und sicher regieren zu können, befestigt man ihn mittels eines Kittes aus weichem Pech und Ziegelmehl am Ende des Kittstocks (s. d.). Vor Anfang des Schneidens muß auf der Steinfläche die auszuarbeitende Zeichnung mit feinen Strichen entworfen werden; hierzu bedient man sich eines messingenen oder silbernen Stiftes (Reißfeder genannt) von 1 Linie Dicke, welcher 1—2 Zoll weit aus einem dünnen hölzernen Hefte hervorragt und scharf zugespitzt ist. Man gebraucht ihn nach Art eines Reißstifts, und nimmt, beim Ziehen gerader Linien, ein kleines (z. B. 3—4 Zoll langes, $\frac{1}{4}$—$\frac{3}{8}$ Zoll breites) stählernes Lineal zu Hülfe. Der Stift färbt aber auf dem Steine nur ab, wenn dieser eine matte rauhe Oberfläche hat; deshalb werden die Steine, welche der Künstler polirt empfängt, von ihm zuerst matt geschliffen und nach vollendeter Ausarbeitung wieder polirt. Ersteres geschieht mittels Schmirgel und Wasser, letzteres mit Tripel und Wasser, und man wendet in beiden Fällen eine kleinere Scheibe an. Auf farblosen Steinen (Bergkrystall u. s. w.) wird die mit dem Stifte gemachte Zeichnung nur dann recht sichtbar, wenn man die übrigen Flächen schwärzt, was vor dem Aufkitten durch Räuchern an der Flamme einer Oellampe geschieht. Nicht selten muß auch hier noch die Reißfeder wiederholt gebraucht werden, theils um verwischte Theile der Zeichnung von neuem herzustellen, theils um auf schon bearbeiteten Stellen abermals Figuren einzuzeichnen (z. B. in der ausgeschliffenen Fläche eines Wappenbildes die einzelnen Ruder).

Der Anfang des Schneidens wird damit gemacht, daß man die Hauptlinien der Zeichnung mit einem Schneidezeiger (Fig. 109 F) so tief als nöthig eingräbt. Hierauf wird, sofern die Figur im Relief erscheinen soll, die Steinfläche außerhalb des Umrisses zur erforderlichen Tiefe weggeschliffen. Die Ausarbeitung des Bildes selbst — gleichviel ob erhaben oder vertieft — läßt man

ſtets in der Art fortſchreiten, daß zuerſt die größern Theile oder Hauptformen an die Reihe kommen, und allmählich zu den feinern und feinſten Einzelheiten übergegangen wird, wie bei allen plaſtiſchen Kunſtarbeiten. Um den Gang und Erfolg ſeiner Arbeiten genau beobachten zu können, muß der Steinſchneider dieſelbe ſehr oft durch ein Vergrößerungsglas (eine Lupe) beſehen, oder ſogar beſtändig unter der Lupe arbeiten, indem dieſe mittels eines paſſenden beweglichen Geſtells in der zweckmäßigen Lage über dem Zeiger angebracht wird.

Zweites Kapitel.
Bohren der Edelſteine.

§. 142. Begriff des Bohrens.

Das Bohren hat zum Zwecke, runde Löcher in den Edelſteinen hervorzubringen. Außer der drehenden Bewegung liegt demſelben noch eine zweite geradlinige in der Richtung der Achſe des Bohrers zu Grunde, welche mit der nöthigen Kraft angebracht das allmähliche Eindringen deſſelben bewirkt. Der techniſche Vorgang iſt hier jedoch weniger ein eigentliches Bohren, als vielmehr ein langſames Durchreiben und Durchſchleifen, wobei ein Theil des Materials nicht in eigentliche Späne, ſondern in ſehr feinen Staub verwandelt wird. Das Bohren kommt bei den Edelſteinen ſeltener vor und dann immer

die Höhlungen enger cylindrischer Etuis. Da indeß bei diesen letztern nicht selten durchgebohrt wird, so muß der im Innern stehen bleibende Cylinder oder Zapfen behutsam abgesprengt oder herausgebrochen werden, worauf man den Boden der Höhlung mit der obern Fläche einer kleinen Scheibe glatt schleift.

Am schnellsten und bequemsten geht das Bohren der Edelsteine auf der Drehbank oder drehbankähnlichen Vorrichtungen vor sich, nur müssen ihre Spindeln schnell genug und richtig rundlaufen. Der Stein wird dann entweder an der Spindel angebracht und ihm der Bohrer zugeführt, oder umgekehrt, der Bohrer mit der Spindel vereinigt gedreht und der Stein langsam und gleichförmig angedrückt. Auf der Gravirmaschine wird zuweilen das Bohren verrichtet, indem man die eiserne Spitze mit dem Diamantsplitter (Drillet), oder den röhrenförmigen Bohrer in die Hülse an die Rolle steckt und während des Umdrehens den Stein an dieselbe andrückt.

§. 144. Bohren von Edelsteinen zu Zapfenlagern für die Spindeln feiner Uhren.

Dies kommt namentlich bei Rubinen vor, in welchen man bei Uhren der besten Art die Zapfen einiger Radwellen zur Verminderung der Reibung, des genauern Ganges und der längern Dauer der Löcher wegen, laufen läßt. Die Uhrmacher bedienen sich zur Bearbeitung der vorläufig schon vom Steinschleifer zugerichteten, dünnen Steinplättchen entweder einer kleinen Drehbank oder auch des Dockendrehstahls. Die Plättchen werden auf ein Futter des Spindelkopfes aufgekittet und zuerst mit dem Diamant vollkommen rund und etwas vertieft gedreht. Der Bohrer wird, dem Mittelpunkte des schnell umlaufenden Steins gegenüber auf der Auflage ruhend, mäßig gegen den Stein gedrückt. Er ist ein dünner gehärteter, vorn eben abgeschliffener Stahlstift, welchen man mit Oel benetzt und auf den zerstoßenen Diamant bringt, damit sich etwas von diesem anlegt und beim Bohren auf den Stein wirkt. Die Zeit, in welcher der Stein durchgebohrt wird, hangt vom Zufalle ab. Wenn es sich glücklicher weise trifft, daß ein recht scharfes Diamantkörnchen auf dem Bohrer so haftet, daß es fortwährend beim Bohren auf der Fläche des Steins bleibt und von dem Bohrer an ihn angedrückt wird, so kann das Loch in einer halben Stunde durch sein; aber es ist auch nicht selten, daß man damit drei oder vier Stunden zubringt. Daß die Größe des Loches und die Härte des Steines auch sehr bedeutende Unterschiede zur Folge haben, bedarf keiner Erwähnung. Fertigen, noch auf der Spindel befindlichen Stein wird ein a
Umfang passendes Messingringelchen gedreht, auf den Rand
heben, und die Kante über jene des Steins mit e
umgelegt und übergerieben. Der Stein erhält dadurch
der er in das Loch der Uhrplatte einpaßt und bef

§. 145. Bohren von Edelſteinen zum Ziehen von Draht.

Die Löcher in den Zieheiſen, durch welche man feine Drähte zieht, ſchleifen ſich durch den Gebrauch ſo ſchnell aus, daß man der gleichen Dicke des durchgezogenen Drahtes nur für ſehr kurze Zeit ſicher ſein kann, und der ſpäter durchgezogene Theil einen merklich größern Durchmeſſer erhält, wenn nicht zur gehörigen Zeit das Loch wieder enger gemacht oder ſtatt deſſelben ein neues in Anwendung geſetzt wird. Dieſe Erweiterung der Ziehlöcher erfolgt (abgeſehen von dem Einfluſſe, welchen die Härte des gezogenen Metalls darauf hat) deſto langſamer, je härter die Subſtanz iſt, in welcher die Löcher gebohrt ſind, und hierin iſt der Vorzug der Edelſteine für gewiſſe Fälle gegründet. Das Bohren (oder richtiger Einſchleifen) der Löcher geſchieht ebenfalls wie oben mittels einer Stahlſpitze und fein geriebenen Diamantpulvers. Auf beiden Flächen des Steins wird das Loch mittels kleiner Stahlkegel dergeſtalt trichterförmig verſenkt, daß zwiſchen dieſen Erweiterungen und dem engen gerade Loche, welches beide verbindet, keine ſcharfen Kanten ſtehen bleiben, was man durch die ſucceſſive Anwendung zweier oder dreier Kegel erreicht, von welchen jeder folgende ſpitziger iſt als der vorhergehende. Die höchſte Politur der Löcher iſt ein Erforderniß, welches ſich von ſelbſt verſteht. Das gebohrte runde Steinplättchen wird zum Gebrauche in eine kleine Meſſingplatte gefaßt. „Der letztern gibt man in dieſer Abſicht eine Oeffnung, etwas kleiner als der Stein; rund um dieſe Oeffnung wird ein dünner ringförmiger Wulſt angedreht, den man nach dem Einſetzen des Steins über den Rand deſſelben mittels eines Poli-

Barotsch in der Provinz Hazarate, zu Hindostan gehörig, liegen einzeln im Quarzsande, werden auf der Stelle gebaut und dann gebrannt. Der braunrothe Topas erhält durch Glühen eine sehr schöne blaßrothe Farbe. Man will jedoch bemerkt haben, daß die natürlich rothen Topase durch die Purpurfarbe, die sich an ihren Facetten zeigen, und durch ein Roth von mehr Purpur als Violett, besonders beim Kerzenlichte, sich von den gebrannten, weniger Werth habenden, unterscheiden, die mehr ins Violette ziehen. Das Brennen geschieht durch Einwickelung des Steins in ein Stück Schwamm, den man anbrennen läßt, oder auch, sowol bei Topasen als Sapphiren, Hyacinthen, Amethysten u. s. w., in einem Schmelztiegel mit ungelöschtem Kalk oder Eisenfeilspänen, worin man sie so lange glüht, bis sie ihre Farbe verlieren und den weißen Diamanten ähnlich werden. Bei schwächerm Glühen zwischen mit Sand gemischten Eisenfeilspänen glückt es wol zuweilen fehlerhafte Steine mit dunkeln Flecken ziemlich rein und gleichfarbig herzustellen. Dies erfordert indeß große Vorsicht, wenn die Farbe nicht ganz schwinden und der Stein so farbenlos wie Bergkrystall werden soll. Rubinen kann man ebenfalls durch Glühen die weißen Flecken nehmen, woran sie sehr häufig leiden, und gefleckte Bergkrystalle werden durch vorsichtiges Glühen in einem mit Kalk, Sand oder Kohle gefüllten Tiegel entfärbt.

Viertes Kapitel.

Behandlung mit chemischen Agentien.

§. 147. Zweck dieser Behandlung.

Die Behandlung mit chemischen Agentien findet auf die eigentlichen Edelsteine nur eine sehr beschränkte Anwendung. Sie hat theils den Zweck, durch Anwendung gewisser Säuren, welche die Substanz mancher Edelsteine angreifen, Figuren oder Schriftzeichen in dieselben einzuätzen, theils den, die Substanz der Edelsteine für die Bearbeitung gefügiger zu machen und dieselbe in ihrer Farbe zu erhöhen oder ganz zu ändern. Das letztere findet nur bei einigen porösen Varietäten der Quarzgattung statt.

§. 148. Aetzen auf Edelsteine.

Dasselbe findet, da fast alle feinen Edelsteine für Säuren unangreifbar sind, nur bei denjenigen Schmucksteinen statt, deren Hauptbestandtheil Kieselerde ist, wie z. B. Bergkrystall, Karneol, Chalcedon, Topas u. s. w. Es geschieht durch die Flußsäure, welche, indem sie sich mit der Kieselerde verbindet, das einzige Auflösungsmittel dieser Substanz ist. Diese Säure entwickelt sich aus Flußspath durch Schwefelsäure in Gasgestalt, kann aber auch durch Verbindung

mit Waſſer in flüſſiger Geſtalt dargeſtellt werden. Man verfährt dabei auf folgende Art. Die wohlgereinigte Steinplatte wird mit Aetzgrund vorgerichtet, wie es beim Aetzen in Kupfer gebräuchlich iſt, die Zeichnung hineinradirt und das Ganze mit einem Wachsrande umgeben. Hierauf nimmt man möglichſt fein gepulverten Flußſpath und ſtreut ihn ganz eben über den radirten Aetzgrund, und darauf gießt man eine Miſchung von gleichen Theilen Schwefelſäure und Waſſer, bis das Ganze beiläufig die Conſiſtenz eines dicken Rahms erhalten hat. Man deckt nun einen auf den Wachsrand gut anſchließenden Deckel von Metall oder Holz darüber, um die Dämpfe der Säure zurückzuhalten. Ganz auf dieſelbe Art wird verfahren, wenn die bereits in flüſſige Geſtalt dargeſtellte Flußſäure angewendet wird. Auch bei dieſer Aetzung kann für ſorgfältigere Ausführung übrigens ebenſo wie beim Kupfer durch Ausſparung der feinern bereits genug geätzten Züge, neues Aufgießen der Flüſſigkeit u. ſ. w. verfahren werden.

Noch ſchneller geht die Aetzung durch die gasförmige Säure ſelbſt vor ſich. Um mit dieſer zu operiren nimmt man einen viereckigen bleiernen Kaſten, deſſen obere Seite als Deckel dient, und hängt in demſelben den grundirten und radirten Stein an einer Schnur auf, die man auf der Rückſeite deſſelben mit Wachs befeſtigt. In den Boden dieſes Kaſtens läßt man eine bleierne Röhre reichen, die mit der bleiernen, über einem gelinden Feuer befindlichen Retorte verbunden iſt, in welcher ſich die Mengung aus Flußſpath und Schwefelſäure

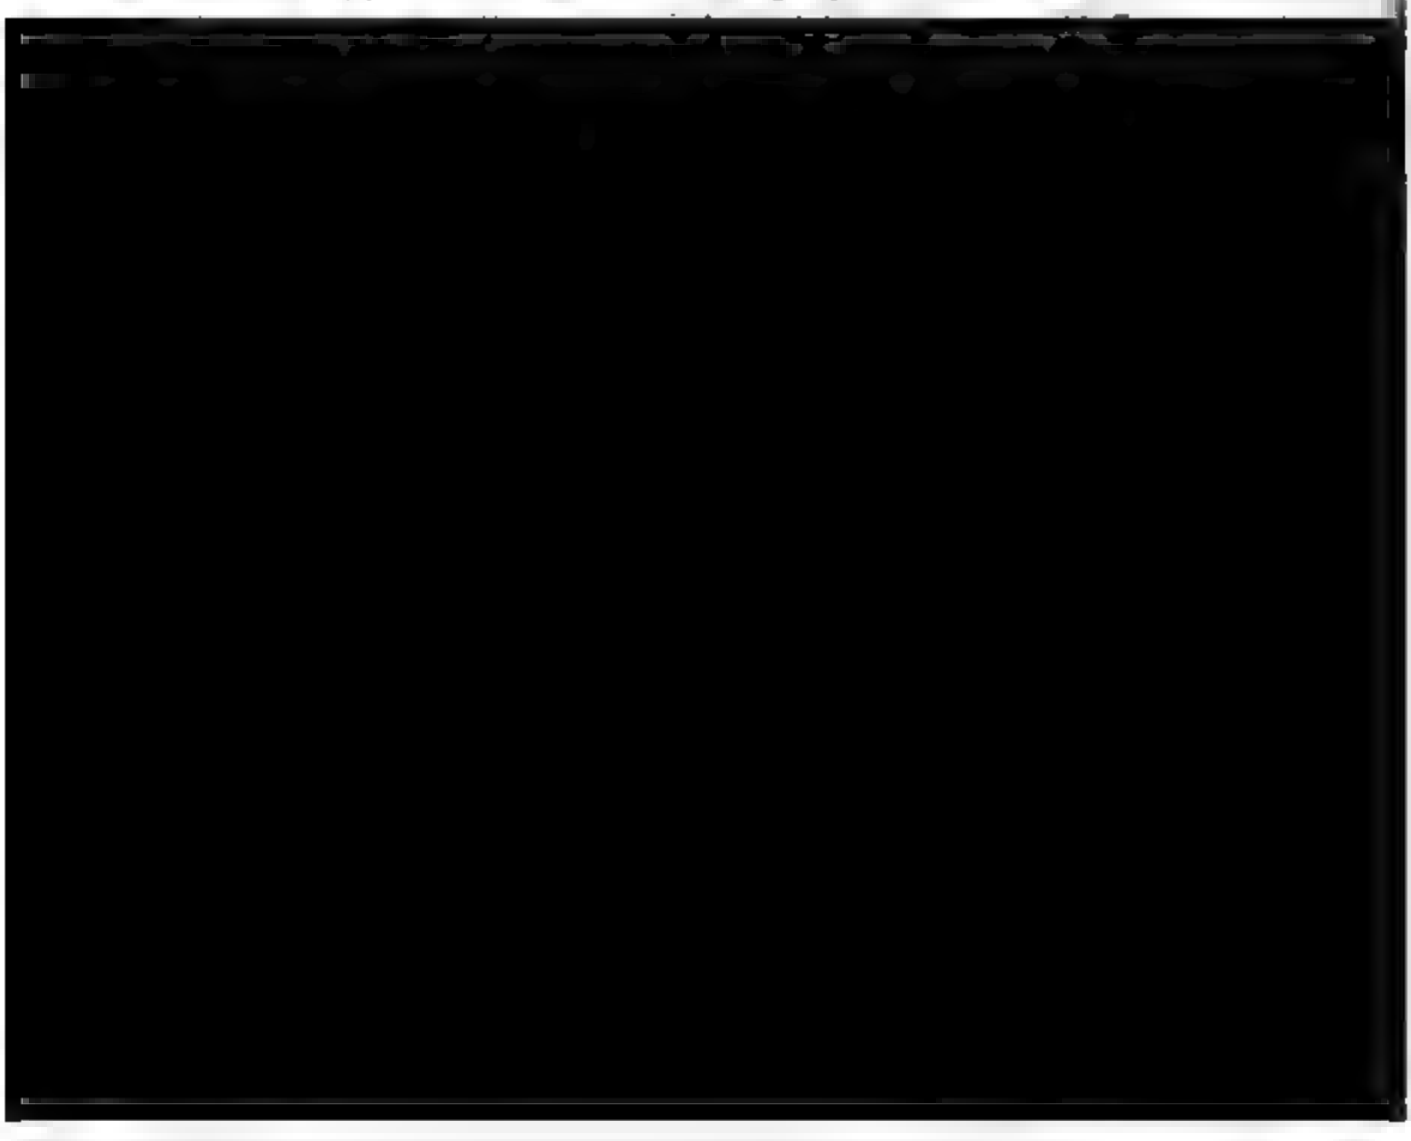

mmen färben, den Sarder in Sardonyx verwandeln könne u. s. w. An
er andern Stelle sagt er, daß man in Indien verschiedene Edelsteine durch
rbung des Bergkrystalls nachahme, welche Verfälschung vorzüglich beim
ryll vorkomme. An einer dritten hierher gehörigen Stelle erwähnt Plinius,
h blos als eine Sage, daß die Aethiopier die mattern Carbunculi 14 Tage
g in Säure (Acetum, Essig) beizten, nach welchen sie ebenso viele Monate
nzten. Abgesehen davon, daß es schwer zu bestimmen sein dürfte, welche
eine außer dem Rubin und manchen rothen Granaten Plinius noch zu sei-
n 12 Arten von Carbunculus gerechnet hat, so scheint der Inhalt dieser
elle auch zu den mancherlei abergläubischen Dingen zu gehören, die der rö-
sche Compilator zwischen den sehr vielen wahren in sein Werk aufgenommen
t. Sachlich wird der Naturforscher diese Stelle schwerlich ausreichend deuten
nen Nicht aber so ist es mit einer andern sehr wichtigen Stelle beschaffen,
sich auf die künstliche Färbung gewisser Gemmen aus der Quarzgattung
eht. Es ist dies der Anfang und der größere Theil des 75. Kapitels im
. Buche. Plinius sagt darin, daß gewisse Gemmen von Achat (Cochlides)
hrscheinlich mehr gemachte, d. h. künstlich veränderte, als natürliche seien.
ran knüpft er die Erzählung, daß man in Arabien Glebae (Achatmandeln)
de, die sieben Tage und sieben Nächte in Honig ausgekocht und dann von den
nstlern so zubereitet würden, daß sie Adern, Striche und Flecken erhielten und
daher zum Schmucke sehr eigneten. Das Kochen in Honig geschehe, um
Glebae von allem Erdigen und Unreinen zu säubern.

Schon Lessing meinte, Plinius könne eine bloße Reinigung der äußern
erfläche der Gemmen nicht im Sinne gehabt haben. Der Decoctus mellis
rsici habe tiefer eindringen und auf die ganze Masse der Steine einwirken
ssen. Diese Vermuthung findet sich vollkommen bewährt in einem seit
—35 Jahren in der Technik von den Achatschleifern zu Oberstein und
er im Fürstenthume Birkenfeld üblichen Verfahren, durch welches unter An-
ndung von Honig, wie es Plinius beschreibt, unscheinbare Steine, Chalce-
e und fahlgelbe Karneole (Sarder) in sehr schöne Onyxe umgewandelt
rden.

Im vorigen Jahrhundert hatte man schon verschiedene Versuche gemacht,
Achate, Chalcedone, Karneole u. s. w. durch Auflösungen von Metallen u. s. w.
der Oberfläche und nur wenig tief in dieselbe eindringend mit verschieden-
gefärbten Zeichnungen zu versehen. [1]) Die Verfahrungsweisen dazu sind

1) Die Kunst Achate, Karneole u. s. w. mit einem weißen Email zu überziehen, in Indien lange üblich gewesen sein soll, gehört eigentlich nicht hierher. Nach ig's Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie (1836), 1, 93, rzieht man zu diesem Zwecke den Stein mit einer Lage kohlensauren Natrons

vielfach mitgetheilt, daß aber verschiedene zu den Gemmen der Alten gehörige Varietäten des Quarzes von färbenden Flüssigkeiten ganz durchdringbar sind, blieb unbekannt. Wie schon oben erwähnt, ist indeß seit 30—35 Jahren die Technik der Achatschleifer zu Oberstein und Idar zu der Vollkommenheit gelangt, daß sie nicht allein Farben, die in den natürlichen Chalcedonen, Onyxen, Karneolen u. s. w. nur sehr schwach angedeutet sind, durch die Kunst zu einem stärkern und vollkommenern Hervortreten bringen, sondern auch solche Steine durch und durch mit verschiedenen Farben färben können, wodurch die Schönheit und Mannichfaltigkeit ihrer Waaren bedeutend gesteigert wird; ein Vortheil, der ihrem Handel mit geschliffenen Steinen in der jüngsten Zeit einen bedeutenden Aufschwung gegeben hat.

§. 150. Verfahren zu Oberstein und Idar.

Das Verfahren bei dem Färben der Steine, namentlich das unter Anwendung des Honigs, war in den ersten Jahren Geheimniß eines einzigen Achathändlers in Idar. Früher besuchten Steinschneider aus Rom, Romanen, wie die Steinschleifer in Oberstein und Idar sagen, diese Gegend und kauften alle onyxartigen Steine auf. Von diesen hat jener Achathändler das Geheimniß erlauscht oder erkauft. Ob jene Römer durch Plinius auf die Sache geführt worden sind, was kaum wahrscheinlich ist, da dieser das Verfahren nur halb beschreibt, oder ob sich nicht vielmehr die Kunst durch Tradition in Italien erhalten haben mag, ist wol schwer zu bestimmen.

Jene Kunst beruht auf der Eigenthümlichkeit, daß die feinern Streifen von Chalcedon, die in den sogenannten Achatkugeln oder Achatmandeln übereinander liegen, oder dieselben auch ganz erfüllen und die sich oft blos durch ganz geringe, meist nur lichte Farbennuancen und sehr unbedeutende Unterschiede im Durchscheinen des Lichtes zu erkennen geben, je nach diesen Streifen in sehr verschiedenen Graden von färbenden Flüssigkeiten durchdringbar sind. Dadurch wird es möglich, sehr unansehnliche, kaum matt gefärbte Steine in sehr schöne Onyxe u. s. w. zu verwandeln, die sich zu Cameen mit verschiedenen übereinander liegenden Farben eignen und überhaupt sehr viele Achate, die zu andern Zwecken verarbeitet werden, bedeutend in der Höhe und selbst in der Art und der Zeichnung der Farben zu verschönern.

Es gibt ein empirisches Kennzeichen, dessen sich die Achathändler in Oberstein und Idar bedienen, um den Werth der rohen Steine, in Hinsicht der Eigenschaft sich färben zu lassen, wenigstens vorläufig, beim Ankaufe von den

---

und glüht ihn damit in einem Ofen unter einer Muschel. Es bildet sich dadurch ein weißes trübes Email, das ebenso hart ist als der Stein und zuweilen mit Glück zur Anfertigung von Cameen angewendet worden sein soll.

Steingräbern zu schätzen. Sie schlagen ein dünnes Stück von dem brauchbar scheinenden Theile der Kugel ab, befeuchten es mit der Zunge und beobachten dann, ob das Trocknen der Feuchtigkeit streifenweise abwechselnd rascher oder langsamer von statten geht. Findet sich nun streifenweise eine mannichfache Abwechselung des Einsaugens der Feuchtigkeit auf dem Steinscherben, so ist er zum Färben und namentlich zum Onyxfärben geeignet. Das Kennzeichen soll aber nicht immer entscheidend genug zur Werthschätzung sein. Am liebsten machen daher die Achathändler erst mit einem solchen Steinstückchen eine wirkliche Färbungsprobe, ehe sie eine sehr werthvolle Kugel von den Achatgräbern kaufen.

Sehr große, ganz mit Chalcedon erfüllte Kugeln, worin viele dünne Streifen vorkommen, besonders wenn sich darunter auch rothe befinden, haben einen bedeutenden Werth. Der Weißelberg bei Oberkirchen im Kreise St.-Wendel liefert deren vorzüglich, obgleich auch nicht häufig. Barnstedt führt z. B. einen solchen Stein an, der 1844 gefunden wurde und einen Centner schwer war. Er wurde roh für 700 rhein. Fl. gekauft, mit einem Kostenaufwande von 200 Fl. zu Cameensteinen geschliffen, und diese brachten einen Erlös von 2200 Fl. Häufig wird der Verkauf zwischen den Gräbern und Händlern, ohne daß vorher eine Färbungsprobe gestattet oder verlangt wird, auf wechselseitiges Risico geschlossen. Der Preis wird auf das Gewichtspfund des Steins verabredet.

Die Färbung der Onyxe (oder der Onyxe und Chalcedonyxe, wenn man nur die weiß und schwarz oder dunkelbraun gestreiften Steine Onyxe, die weiß und grau gestreiften aber Chalcedonyxe nennen will) geschieht in Oberstein und Idar auf folgende Weise. Die dazu bestimmten Steine werden zuerst sauber gewaschen und dann wieder, jedoch ohne Anwendung einer höhern Temperatur, getrocknet. Hierauf legt man sie in Honig, der mit Wasser verdünnt ist (ein halbes Pfund Honig auf einen Schoppen Wasser). Der dazu angewendete Topf muß durchaus rein, namentlich ohne Fett sein. Er wird mit den in die Flüssigkeit gelegten Steinen in heiße Asche oder auf den warmen Ofen gelegt, die Flüssigkeit darf aber nicht zum Kochen kommen. Die Steine müssen immer von der Flüssigkeit bedeckt bleiben, daher wird diese öfter nachgegossen. So werden die Steine 14 — 21 Tage behandelt. Dann nimmt man sie aus dem Honig, wäscht sie ab und gießt in einem andern Topfe so viel käufliche Schwefelsäure darauf, daß sie davon bedeckt werden. Der Topf wird mit einer Schieferplatte bedeckt und in heiße Asche, um welche glühende Kohlen gelegt werden, gestellt. Die porösen, sogenannten weichen Steine sind schon in einigen Stunden gefärbt, andere bedürfen einen ganzen Tag und manche nehmen gar keine Färbung an. Zuletzt werden die Steine aus der Schwefelsäure genommen, abgewaschen, auf

ſchliffen und einen Tag lang in Oel gelegt, wodurch etwa vorhandene feine Riſſe verſchwinden und die Steine auch einen beſſern Glanz bekommen; das Oel wird endlich noch mit Kleie abgerieben.

Durch dieſes Verfahren werden die nur in ganz lichtgraulichen Streifen angedeuteten Farben, je nach ihrer größern oder geringern Poroſität, grau, braun und ſelbſt völlig ſchwarz gefärbt; die weißen undurchdringbaren Streifen erhalten eine weißere Farbe unter Einbuße ihrer Durchſcheinenheit, und manche rothe Streifen werden in ihrer Farbe erhöht.

Die ſogenannten Karneole von Braſilien, die jetzt in großer Quantität in Oberſtein und Idar verarbeitet werden und durchſchnittlich der Centner 50 Fl. koſten, deren Ausleſe mit geraden Streifen, wie ſie beſonders zu Cameenſteinen brauchbar ſind, aber ſelbſt mit der großen Summe von 2500 Fl. der Centner bezahlt wird, erhalten zum Theil dieſelbe Behandlung wie jene einheimiſchen Steine; zum andern Theil werden ſie auch, wie ſpäter angeführt werden wird, als Karneole und Sardonyxe benutzt. Sie ſind urſprünglich entweder einfarbig, ſchmuzig gelblichgrau oder abwechſelnd aus ſolchen in der Farbe nuancirten Streifen zuſammengeſetzt, und man dürfte ſie in ihrem natürlichen Zuſtande kaum mit dem Namen Karneol belegen, da dieſer weſentlich durch die rothe Farbe bedingt wird; die ſtreifige Varietät jener Steine liefert bei dem oben beſchriebenen Verfahren ſogar die allerſchönſten Onyxe.

Der chemiſche Proceß bei der erwähnten Operation iſt keiner ſchwierigen

säure übergossen; auf den Topf wird eine Schieferplatte durch Thon fest aufgekittet und derselbe dadurch dicht verschlossen. Der Topf wird endlich 14 — 21 Tage unberührt unter den Ofen gestellt, und damit ist das Gelbfärben vollendet.

Es verdient hier noch näher untersucht zu werden, ob die gelbe Farbe von einem Salze herrührt, das sich durch die Verbindung der Salzsäure mit irgendeinem in dem Steine vorhandenen Stoffe bildet, oder ob nicht vielmehr das färbende Princip in der käuflichen Salzsäure enthalten ist. Natürliche Chalcedone haben nie eine solche Farbe wie die gefärbten. Bei Opalen kommt allerdings so ein Citrengelb vor, es ist aber dann doch meist mehr wachsgelb, welche Nuance sich auch hin und wieder in den gefärbten Steinen zeigt und nur abhängig ist von ihrer Natur, da das Färbemittel immer dasselbe bleibt.

In neuerer Zeit hat man auch sehr schöne blaue Farben in den Chalcedonen erzeugt, Farben von allen Nuancen des Türkises. Die Verfahrungsweise ist aber noch Geheimniß und nur wenigen Schleifern bekannt.

Viele Steine werden auch noch gebrannt, namentlich Achate, Chalcedone, brasilianische Karneole. Es geschieht dies, theils um die natürlichen Farben zu verschönern und zu erhöhen, theils um neue Farben hervorzurufen und auch, wie versichert wird, um den natürlichen Farben mehr Haltbarkeit zu geben. Manche Chalcedone werden dadurch blos weißer, die rothen Farben dunkler und die fahlgelben sehr schön roth, was besonders bei den brasilianischen Karneolen der Fall ist, daher auch die gestreiften Steine dieser Art in schöne Sardonyxe verwandelt werden und die einfarbigen erst ihre wahre Karneolfarbe erhalten. Das Verfahren dabei ist folgendes: Die Steine werden 14 — 21 Tage lang auf einem sehr heißen Ofen stark ausgetrocknet, dann in einen Tiegel gethan und mit Schwefelsäure angefeuchtet, nicht aber übergossen. Gewöhnlich tauchen die Schleifer die Steine nur in Schwefelsäure und stellen sie nebeneinander in den Tiegel. Dann wird der Tiegel mit dem Deckel verschlossen und in starkes Feuer gestellt, bis er rothglühend wird. Man läßt das Feuer langsam von selbst verlöschen und nimmt den Tiegel erst ab, wenn er kalt geworden ist. Durch das Brennen wird das Eisenoxydhydrat in den Steinen völlig entwässert und die Farbe des Oxyds tritt lebendig und in der durchscheinenden Masse mit der eigenthümlichen Karneolfarbe hervor. Die kleinen Waaren werden vor dem Schleifen gebrannt, die größern, z. B. Tischteller, Schalen, Vasen u. s. w., aber erst, nachdem sie geschliffen worden sind. Kleine Stücke zerspringen nicht leicht beim Brennen, große aber wohl, daher man ihre Masse erst durch das Schleifen dünner zu machen sucht.

Die milchweißen Chalcedone mit den schönen dendritischen braunen und schwarzen Zeichnungen, die man in Oberstein und Idar zu Medaillonssteinen

verarbeitet und zu theuern Preiſen verkauft, werden ebenfalls jetzt von einem Steinſchleifer zu Idar nachgeahmt. Es iſt demſelben gelungen, ſolche dendritiſche Zeichnungen haltbar und ſo natürlich aufzutragen, daß man dieſe künſtlichen baumartigen Verzweigungen von den natürlichen kaum unterſcheiden kann. Auch werden die erſtern ebenfalls ſo theuer bezahlt wie die letztern. Ueberhaupt ſollen manchen Schleifern noch ganz beſondere Handgriffe und Vortheile zu Gebote ſtehen, die nicht jeder kennt. Die vorſtehenden Verfahrungsweiſen wurden von Noeggerath an Ort und Stelle ermittelt.

§. 151. Verfahren in Italien.

Nach den Berichten von Rennenkampf's geben die Künſtler in Rom, Florenz und Neapel, die ſeit Jahrhunderten auch die birkenfelder Steine zu Cameen verarbeiten, denſelben willkürlich jede Farbe. Namentlich werden dort die ſogenannten Pietre di bagno viel zu Cameen verarbeitet. Die orientaliſchen Onyxe werden nämlich geſchnitten, wie ſie ſind, können auch nicht gefärbt werden. Aehnliche Steine aus Deutſchland laſſen ſich aber nicht ſo gut verarbeiten, ſind ungleich im Gefüge, ſpringen unter dem Stahle leicht aus und ſtumpfen die beſten Inſtrumente zu ſehr ab. Sie werden daher dem ſogenannten Bade ausgeſetzt, in dem ſie für die Verarbeitung den orientaliſchen Steinen ganz gleich werden und überdieß gefärbt werden können. Die Färbung iſt ein Geheimniß, das jeder Künſtler vor dem andern und vor jedem ſehr ſorgfältig verbirgt. Man erfährt nur, daß im Bade der Stein ſehr ſtrengen

mit größerer Wahl und Sicherheit die Färbung der klaren porösen Schicht nach ihrem Willen zu leiten; denn die Farbe des Grundes ist immer genau die passendste im Stile der alten Cameen, um diese nachzumachen, oder passend für die künstlerische Darstellung. Venus im Bade ist auf blaßrothem Grunde so passend und effectvoll wie Laokoon auf schwarzem. Die weiße Farbe aus der undurchsichtigen Schicht für die Figuren ist überall dieselbe; sie ist besonders schön und nicht zu vergleichen mit allem Weiß in den Onyxen u. s. w., in den Steinen aus Oberstein und Idar.

Fünftes Kapitel.

Fassen der Edelsteine.

§. 152. Fassen der Edelsteine in Metall.

Die meisten Edelsteine werden nach vollendeter Bearbeitung eingefaßt, d. h. mit Luxusgegenständen durch Befestigung an der Rundiste in Verbindung gebracht. Diese Befestigung geschieht in einem dazu vorgerichteten Kasten oder Reif von Metall. Zum Fassen der weißen wasserhellen Steine, namentlich der Diamanten, wendet man am vortheilhaftesten Silber an, weil dadurch der Stein scheinbar an Größe gewinnt, dagegen zum Fassen der gefärbten meist Gold, weil dadurch die Farbe erhöht wird und gesättigter erscheint. Oft werden größere Steine in der Fassung mit kleinern umgeben, was man Karmoisiren nennt; meist verwendet man hierzu Stückrosen, Türkise, auch Zahlperlen u. s. w., es dient dies besonders dazu, die Farbe oder den Glanz des Hauptsteins zu erhöhen und herauszuheben, weswegen man denn auch besonders darauf sehen muß, solche Steine zum Besetzen zu nehmen, wodurch dieser Zweck am besten erreicht wird. Die armenischen Juweliere sollen besonders schön zu fassen wissen. Eine beliebte Art der Fassung ist die, daß man verschiedene Steine zusammenstellt und durch die Anfangsbuchstaben ihrer Benennungen Namen auszudrücken sucht, z. B. durch Karneol, Amethyst, Rubin und Lasurstein: Karl u. s. w.

Für reine fehlerlose Steine, gefärbte wie ungefärbte, ist die Fassung ohne Unterlage, à jour, die vortheilhafteste, weil sich auf diese Art der Stein in seiner völligen Schönheit am besten zeigen kann. Kommt es beim Gebrauch des Geschmeides nicht so sehr auf Festigkeit an, so ist die Art der à jour-Fassung am günstigsten, wo der Stein frei schwebend nur durch einzelne Krallen gehalten wird, was man in Krappeln gefaßt nennt.

Die geschickte Zusammenstellung vieler verschiedener Arten kostbarer Steine, sodaß der eine dem andern seinen Glanz mittheilen kann, bringt es zu Wege,

daß die sternigen Strahlen des Diamants ihre flimmernde Pracht über die Tiara, das Geschmeide und Halsband verbreiten. Während der letzten zwanzig Jahre sind in der Kunst der Fassung große Fortschritte gemacht worden, und herrliche Proben davon konnte man in der londoner und pariser Ausstellung sehen. Rubinen, Sapphire, Smaragde und Diamanten werden jetzt in Anemonen, Rosen, fleischfarbene Nelken, Tulpen, Winden, Lilien und andere Blumen gebildet. Wahrscheinlich leitete auf diesen Gedanken die Pracht, welche früh an einem Sommermorgen, wenn die aufgehende Sonne ihre ersten Strahlen auf die bethauten Blumen wirft, das Auge entzückt.

Die französische Staatsumwälzung am Ende des letzten Jahrhunderts richtete die pariser Juweliere beinahe zu Grunde und that eine Zeit lang weitern Fortschritten Einhalt. Unter der Regierung Napoleon's I. wurden zwar wieder einige Fortschritte gemacht, allein die Kunst trat erst nach der Restauration in ihre eigentliche Blütezeit. Anfangs arbeiteten die Juweliere in Steinen zweiten Ranges, z. B. Topasen, Amethysten, Aquamarin u. s. w., aus denen Schmucksachen von mehr Schein als Werth gemacht werden konnten. Später erkannte man, daß sich, wenn man Blumen nachbilde, die Anzahl der Edelsteine im Verhältniß zur Größe des Juwels vermindern ließ, ohne der Wirkung Eintrag zu thun, und daß gleichzeitig Diamanten von minderer Reinheit, wie die aus Bahia, freier benutzt werden könnten. Die Gewohnheit, Diamanten in Silber, Rubinen in Gold zu fassen, sodaß dadurch der eine scheinbar an Größe, der andere an Farbenglanz gewann, ward allgemein

§. 153. Aufbringen der Edelsteine.

Darunter versteht man in der Bijouterie jedes nothwendige Mittel, welches sich der Juwelier zur Verschönerung des Steins erlaubt. Hier hat namentlich das Einfassen im Kasten den Vortheil, daß man den durchsichtigen Steinen Unterlagen geben kann, welche Glanz und Farbe erhöhen und Fehler derselben minder bemerklich machen.

Die älteste Aufbringung ist das Fassen der Edelsteine auf Moor, d. i. in einem Kasten, der mit einer aus gebranntem Elfenbein und Mastix präparirten schwarzen Farbe angestrichen wird. Ein solches Fassen wendet man bei Edelsteinen mit dunklern Flecken an; wobei diejenigen Stellen des Kastens, die mit dunklern Flecken in Berührung kommen, hell gelassen werden, um Gleichheit in der Färbung zu bewirken.

Eine andere und zwar die gewöhnlichste Aufbringung ist die mit Folie. Sie besteht in einem dünnen Blättchen von gefärbtem oder ungefärbtem Metallblech, meist aus Silber oder reinem Kupfer, oder auch aus Zinn. Nur die weiße Folie wird gefärbt. Das Färben derselben, die man gewöhnlich in Platten kauft, geschieht meist durch den Juwelier selbst. Man gebraucht hierzu gut gebleichte Hausenblase, die man in reinem Brunnenwasser auflöst, mit Weingeist kocht und dann durch Löschpapier filtrirt. Zu dieser Masse setzt man die Farbe, erwärmt sie noch einmal und bestreicht dann die weiße Folienplatte mittels eines Haarpinsels, aber ganz dünn und möglichst gleich. Die Farbestoffe müssen vorher auch in Brunnenwasser aufgelöst werden. Karmin nimmt man zu Roth, Lackmus zu Blau, Safran zu Gelb u. s. w. Durch Vermischung der Hauptfarben werden Mittelfarben hervorgebracht. Rosetten müssen immer eine Folie haben; bei ihnen deutet man dann häufig mit Tusche die Facetten des Steins auf der Folienplatte an, schneidet einmal ein und klemmt dieselbe in die Tiefe des Kastens der Fassung ein. Im allgemeinen wird die Folie überall da angewendet, wo schwache und unreine Farben zu heben sind, oder auch um die Rückseite der Steine gegen Staub und Feuchtigkeit zu schützen. In letzterm Falle, oder auch wenn man dem Stein mehr Spielung und Feuer zu geben beabsichtigt, wählt man eine Unterlage zu Folie um eine Nuance bleicher, als die Farbe desselben ist. Will man aber die Färbung eines Steins erhöhen, so bedient man sich einer etwas stärker gefärbten Folie. Eine vorzügliche Anwendung findet die Folie noch bei Verbindung mehrerer Steine, wenn diese von ungleicher Färbung, verschiedener Klarheit und Dicke sind, um dieselbe mehr in Einklang zu bringen. Dies wird dann durch vergleichende Versuche mehrerer Abstufungen derselben Farbe von Folie hervorgebracht.

Die dritte Art der Aufbringung geschieht durch Unterlegen des Edelsteins mit einem Edelstein derselben Art und Schnittform. Sie erfüllt den Zwe-

die ausgezeichneten Eigenſchaften und unter dieſen das Feuer zu erhöhen, am vollkommenſten. Gewöhnlich wird ſie bei größern Roſetten in Anwendung gebracht, in welchem Falle eine kleine Roſette in der Tiefe des Kaſtens gefaßt und mit Folie umgeben wird.

Zur Aufbringung muß endlich das Anſtreichen durchſichtiger Edelſteine an dem Untertheile mit den erwähnten Folienfarben gezählt werden, worin es die orientaliſchen Juweliere zu einer bewundernswürdigen Geſchicklichkeit gebracht haben. Sie ſollen die untere Fläche der Steine von geringerm Werthe ſo geſchickt zu färben wiſſen, daß ſelbſt geübte Kenner dadurch getäuſcht werden. Die Europäer ſehen ſich oft durch ſolche Steine ſehr betrogen, und ſelten ſollte man im Orient Edelſteine gefaßt kaufen. Dies ließe ſich jedoch von allen koſtbaren Steinen ſagen, weil es immer ſchwierig bleibt, ihre Eigenſchaften in der Faſſung gehörig zu beurtheilen. Bei werthvollern Steinen, denen man dennoch eine Folie geben will, richtet man daher die Rückſeite der Faſſung zum Oeffnen ein, damit man den Stein auch ohne dieſe und durch das Licht betrachten könne. Sonſt erkennt man auch die unterlegten Steine, indem man dieſelben umkehrt, die Tafel auf den Nagel des Daumens ſetzt und durch den Obertheil ſieht. Rubine werden im Orient nie mit Folie gefaßt, ſondern man bohrt ſie unten aus und füllt die Höhlung mit ſehr fein polirtem Golde, wodurch ſich ihr Glanz ungemein erhöhen ſoll.

§. 154. Reinigen der Edelſteine.

[redacted]

Summen ausgeführt haben; ebenso Ceylon, woher wir noch jetzt einen großen Theil der sogenannten farbigen Steine beziehen. Während der Dynastie der kandyanischen Herrscher war das Recht der Edelsteingräberei ein mit Eifersucht bewachtes Regal für den König, und die Bewohner besonderer Dörfer wurden unter der Oberaufsicht erblicher Beamten, die den Rang eines „Mudianse" hatten, zur Aufsuchung derselben verwendet. Von der britischen Regierung ward das Monopol als Einkommensquelle schon in den ersten Zeiten ihrer Herrschaft aufgehoben, und die Juwelenjäger bedürfen keines Freischeins.

Eine Menge sittlich verkommener Menschen sind beständig in diesem aufregenden und precären Gewerbe beschäftigt, und unter den Dorfbewohnern wird durch die müßigen und liederlichen Abenteuerer, welche Saffragam besuchen, eine bedenkliche Entsittlichung erzeugt.

Die Erträgnisse ihrer Nachsuchungen verkaufen sie an die Mauren, welche aus dem Tieflande mit Tuch und Salz zum Austausch gegen Edelsteine und Kaffee nach Saffragam kommen. Bei dem jährlichen Buddhistenfest des Perahara wird in Ratnapura ein Juwelenmarkt abgehalten, zu welchem die Käufer aus allen Theilen Ceylons zusammenströmen. In den letzten Jahren indeß hat sich die Lage des Volks in Saffragam so sehr gebessert, daß es schwierig geworden ist, die schönsten Juwelen käuflich an sich zu bringen, indem die wohlhabendern Eingeborenen sie lieber für sich behalten; sie trennen sich nur mit Widerstreben von denselben und blos für Gold, das sie zum Verbergen ebenso passend finden.

Die Steinschneider, welche die Steine schneiden und schleifen, sind zumeist Mauren, allein ihre Werkzeuge sind noch so unvollkommen und ihre Kunst so mangelhaft, daß ein Edelstein gemeiniglich an Werth verliert, wenn er durch ihre Hände gegangen ist. Die geringern Arten, wie Zimmtstein, Granaten und Turmalin, werden von gewöhnlichen Handwerkern in Kandy, Matura und Galla geschliffen; die erfahrenern Steinschleifer dagegen, welche Rubine und Sapphire schneiden, wohnen meist in Caltura und Colombo.

Als allgemeine Regel kann gelten, daß die seltenern Edelsteine in Europa minder theuer sind als in Colombo. In Paris und London genügen die aus allen Theilen der Welt gebrachten Quantitäten, um einigermaßen eine Art Marktwerth herzustellen; in Ceylon dagegen ist der Vorrath so unsicher, daß der Preis stets im Moment durch den Rang und Reichthum des Käufers geregelt wird. In auffallender Weise nimmt man selbst unter den maurischen Kleinhändlern Unlust zum Verkauf der seltensten und feinsten Exemplare wahr; die Reichen suchen dieselben sorgfältig zurückzuhalten und meist werden nur Steine von untergeordnetem Werth zum Verkauf ausgeboten. Ueberdies weiß man von den Radschas und einheimischen Fürsten Indiens, unter welchen die Leidenschaft für Juwelen allgemein ist, daß sie so alles Maß überschreitende

Preise zahlen, daß die besten Edelsteine von Ceylon aus stets ihnen zugesendet werden.

Aus den Zollhausregistern kann man unmöglich eine Berechnung über den Werth der Edelsteine machen, die aus der Insel ausgeführt werden. Nur ein Theil selbst von den nach England gesandten findet sich darin aufgeführt, der Rest wird von Privaten weggebracht. Von der Gesammtzahl der gefundenen Edelsteine wird wahrscheinlich ein Viertel von den Eingeborenen selbst gekauft, mehr als die Hälfte wird nach dem Festlande von Indien gesendet und der Rest repräsentirt die Ausfuhr nach Europa. Auf diese Weise berechnet läßt sich der Werth der auf der Insel gefundenen Edelsteine auf jährlich 10000 Pf. St. schätzen.

Die Holländisch-Ostindische Compagnie erhielt früher die roben Edelsteine in Säcken, die mit ihrem Siegel versehen waren und welche unerösfnet versteigert wurden. Oft zahlte man 20—30000 Fl. für einen solchen Sad und selten hatte der Käufer Schaden dabei. Seit etwas länger als hundert Jahren trat Brasilien als mächtiger Rival Ostindiens auf. In dem Termo von Minas-Novas kommen die schönsten Steine vor, die zum Theil in unzugänglichen Wildnissen von armen Mulatten und Negern aufgesucht und an Steinhändler verkauft werden. Solange als Brasilien noch der portugiesischen Krone gehörte, hatte Lissabon einen großen Theil des Handels mit brasilianischen Edelsteinen, sie waren ein Regal der Regierung. In neuester Zeit wird auch ein nicht unbedeutender Handel mit den Edelsteinen aus den Gold-

Krieg und Frieden, oder endlich von der reichhaltigern oder plötzlich abnehmenden Ausbeute abhängen. Bei bevorstehenden Krönungsfeierlichkeiten sind die Diamanten gewöhnlich sehr gesucht; vor nicht sehr langer Zeit aber fielen dieselben während der leipziger Ostermesse plötzlich um 50 Proc., und zwar aus dem Grunde, weil Dom Pedro die Zinsen der brasilianischen Staatsschulden in England, anstatt in baarem Gelde, in Diamanten bezahlte, wodurch mit einem male der Markt überfüllt wurde. Erst 1836 stiegen die Preise wieder. Durch das Jahr 1848 sanken die Edelsteine beinahe um 75 Proc. und während der verderblichen Handelskrisis in den Jahren 1857 und 1858 ging der Werth der Diamanten in Brasilien ebenfalls um 50 Proc. herunter (siehe Diamant).

Der Verkauf der Edelsteine geschieht nach dem Gewicht, und zwar nach Juwelen-Karat [1]) und Granen. Ein Karat enthält 4 Gran, und 72 Karat gehen auf 1 Loth kölnisch. Man nimmt gewöhnlich an, daß der rohe Stein kaum den vierten Theil so viel werth sei als der verarbeitete von derselben Größe. Das Karat selbst hat nicht an allen Orten den nämlichen Werth. So wiegt in

Frankreich	1	Karat	. . . . .	205,5000 Milligramm
»	1/2	»	. . . . .	102,7500 »
»	1/4	»	oder 1 Gran . .	51,3750 »
»	1/8	»	. . . . .	25,6875 »
»	1/16	»	. . . . .	12,8438 »
»	1/32	»	. . . . .	6,4219 »
»	1/64	»	. . . . .	3,2109 »
England	1	»	. . . . .	205,4090 »
Wien	1	»	. . . . .	206,1300 »
Berlin	1	»	. . . . .	205,4400 »
Frankfurt a. M.	1	»	. . . . .	205,7700 »
Hamburg	1	»	. . . . .	205,4400 »
Braunschweig	1	»	. . . . .	205,5370 »
Leipzig	1	»	. . . . .	205,0000 »
Amsterdam	1	»	. . . . .	205,7000 »

1) Das Wort Karat soll von dem Namen einer Art Bohnen (der Frucht einer Species von Erythina) abgeleitet sein, die in Schangallas, dem Hauptmarktplatze für den Handel mit Goldkörnern, in Afrika einheimisch ist. Der Baum, der diese Bohnen trägt, heißt bei den Eingeborenen Kuara (Sonne), weil Blumen und Früchte eine goldgelbe Farbe haben. Da die trockenen Bohnen fast immer genau dasselbe Gewicht besitzen, so bedienen sich seit undenklichen Zeiten die Wilden ihrer zum Abwägen des Goldes. Diese Bohnen kamen später auch nach Ostindien und wurden dort zum Abwägen der Diamanten gebraucht.

Lissabon	1 Karat	205,7500	Milligramm
Livorno	1 »	215,9900	»
Florenz	1 »	197,2000	»
Spanien	1 »	205,3930	»
Algier	1 »	207,0000	»
Borneo	1 »	205,0000	»
Batavia	1 »	205,0000	»
Madras	1 »	207,3533	»
Amboina	1 »	197,0000	»

§. 157. Fehler der Edelsteine.

Beim Einkauf der Edelsteine hat man mit der größten Vorsicht zu verfahren, da selten eine Waare so vielen Fehlern und Verfälschungen unterworfen sein wird als diese. Die Fehler können den Werth außerordentlich verringern. Bei rohen Steinen sind dieselben nicht leicht zu bemerken und bei den geschliffenen werden sie häufig durch eine kunstgemäße Schnittform und das zweckmäßige Aufbringen des Steins noch mehr verdeckt. Man darf daher größere werthvolle Steine nie gefaßt kaufen, selbst wenn die Fassung à jour oder der Kasten hinten zum Oeffnen eingerichtet wäre, weil man selbst durch den Reif an der Rundiste manche Fehler verbergen kann. Zu den Fehlern gehören:

Abkühlung des zu prüfenden Steins in kaltem Wasser ihre Zuflucht. Sind Sprünge vorhanden, so werden sie größer oder der Stein zerfällt in Stücke. Brewster empfiehlt in dieser Rücksicht das Eintauchen in Canadabalsam, Sassafras- oder Anisöl, wodurch mittels vergrößerter Lichtbrechung bestehende Sprünge deutlicher werden.

Verfälschungen der Edelsteine.

§. 158. Unterschieben minder werthvoller Edelsteine für kostbarere.

Man wählt dazu solche Steine, die entweder schon in ihrer eigenthümlichen Farbe den letztern ähnlich sind, oder man sucht sie durch künstliche Behandlung denselben möglichst gleich zu machen. So werden z. B. die Pingos d'agoa (Wassertropfen), farblose Topase von einer wundervollen Klarheit, häufig für Diamanten ausgegeben, geglühte Topase für Spinell, Almandin für Almandinspinell, Bergkrystall für Topas u. s. w. Die aus Bergkrystall geschnittenen Steine sucht man auch häufig zu färben, um sie für andere auszugeben, indem man sie vorsichtig glüht und dann in die Auflösung eines Pigments wirft, welches sich in die Zwischenräume der Steine zieht, die durch die Ausdehnung derselben in der Hitze entstanden waren. Doch müssen diese Farbstoffe gut gewählt und dauerhaft sein, weil sie beim Tragen der Steine an der Luft leicht bleichen. Indigoauflösung, Cochenilledecoct, eine Auflösung des Kupfers in Ammoniak u. s. w. sind dazu tauglich. Härte und specifisches Gewicht sind in solchem Falle die untrüglichsten Merkmale.

§. 159. Unterschieben von Glasflüssen (Glaspasten; Pierres précieuses artificielles, Pastes; factitious gems).

Eine der ältesten Verfälschungen, wovon schon Plinius spricht, ist die Nachahmung der verschiedenen Schmucksteine durch Glasflüsse. Die Alten hatten es hierin weit gebracht. Besonders verfälschten sie die Cameen, indem sie einen Onyx aus Glasflüssen von verschiedenen Farben zusammenkitteten und jene aus demselben schnitten. Die antiken Glaspasten geben einen Beweis von ihrer Fertigkeit in dieser Kunst. Weniger geschickt war man früher in der Bereitung eigentlicher falscher Edelsteine, worin man es in neuerer Zeit ungemein weit gebracht hat, sodaß es selbst für den geübtesten Juwelier oft unmöglich ist, ohne nähere Prüfung, namentlich bei Kerzenschein, den echten von dem falschen zu unterscheiden.

Nur in einer Beziehung stehen die künstlichen Edelsteine hinter den natürlichen noch weit zurück, in der Härte nämlich. Denn während letztern mit wenigen Ausnahmen der des Quarzes entw
sie noch bedeutend übertrifft, erreichen die erstern nä

gewöhnlichen Fensterglases, ein Umstand, wodurch nicht nur die Unterscheidung der künstlichen von den natürlichen Edelsteinen ungemein erleichtert wird, sondern der auch den Werth der Glasflüsse zu Schmucksteinen, bei welchen gerade der höchstmögliche Grad von Härte ein so wesentliches Erforderniß ist, in hohem Grade herabbringt.

Die zu künstlichen Edelsteinen am meisten geeigneten, weil am stärksten lichtbrechenden Glassorten, welche sich auch vorzüglich gut schleifen und poliren lassen und, wichtig für die nachherige Färbung, leicht schmelzen, sind diejenigen, welche Bleioxyd als wesentlichen Bestandtheil enthalten, wie z. B. das Krystallglas, Flintglas und endlich der so nach seinem Erfinder genannte Straß. Derselbe, ein Strasburger von Geburt, soll die Darstellung dieser Masse, die auch bisweilen den Namen „Mainzer Fluß" führt, in München entdeckt und in Paris vervollkommnet haben. Für die Bereitung des Straß haben wir eine Menge Vorschriften, von denen weiter unten die bekanntesten aufgeführt worden sind. Alle Materialien dazu: Kieselerde, Mennige oder Bleiweiß, Pottasche oder Salpeter, Borax oder Borsäure und Arsenik dürfen nur im Zustande höchster Reinheit angewendet werden. Die Kieselerde verschafft man sich am besten durch Glühen des reinsten Bergkrystalls, den man durch Ablöschen im kalten Wasser für das nachherige Pulverisiren vorbereitet. Sand, und wenn er noch so weiß ist, wird nur ungern angewendet, wegen der niemals fehlenden metallischen Beimengungen, welche der Composition allzu leicht eine sehr störende grünliche oder gelbe Färbung mittheilen. Da indessen

bende Recepte veröffentlicht, welche in den folgenden Paragraphen aufgeführt sind. Die Bestandtheile werden nach sorgfältigem Vermischen im gepulverten Zustande zur Schmelzung gebracht. Die Hitze gut ziehender Windöfen genügt vollkommen zur Verflüssigung, ebenso wie die der Porzellan- und Töpferöfen. Gewöhnlich nach Verlauf von 24 Stunden ist der Straß gehörig dicht und gleichförmig geworden. Zeigt er sich nach dem Erkalten frei von allen Blasenräumen, so verschleift man ihn ohne weiteres zu Diamanten, soll er dagegen zur Darstellung gefärbter Steine verwandt werden, so wird er, noch flüssig, in kaltes Wasser gegossen und die dann höchst spröde Masse gepulvert, um gefärbt zu werden.

Zu diesem Zwecke sind natürlich ganz andere Manipulationen erforderlich als bei der Färbung von Geweben oder andern organischen Stoffen. Die Farben dürfen in hoher Hitze nicht leiden, also jedenfalls nicht organischen Ursprungs sein. Man wendet daher nur verschiedene Metalloxyde, welche entweder als solche, oder verbunden mit Säuren, als Salze, zu dem Straß gesetzt werden, an. Die Kieselsäure der Glasmasse vereinigt sich beim Schmelzen mit den Oxyden zu kieselsauren Salzen, welche, gleichmäßig in der Masse vertheilt, die eigentlichen Färbemittel sind.

Zur Nachahmung von Rubinen wird dem Straß etwas Manganoxyd hinzugesetzt. Die dadurch erzielte Farbe bleibt aber weit hinter der des echten Rubins, welche durch Chromoxyd bewirkt ist, zurück. Viel schönere und den natürlichen oft in nichts nachstehende Färbungen gibt aber das Goldoxydul, indessen hat seine Anwendung ihre bedeutenden Schwierigkeiten. Das Gold ist schon vor längerer Zeit, und zwar zuerst von Kunkel zum Färben des Glases benutzt worden. Er bediente sich dazu des Goldpurpurs, einer Verbindung von Gold, Zinn und Sauerstoff, welche entsteht, wenn zu einer vollständig salpetersäurefreien Chlorgoldsolution (erhalten durch Auflösen des Goldes in Königswasser und Verdampfen) Zinnsesquichlorid, eine der Verbindungen des Zinns mit Chlor, hinzugesetzt wird. Die mit tief purpurrother Farbe durchsichtige Flüssigkeit setzt nach vierundzwanzigstündigem Stehen einen violetten, pulverförmigen Körper, den Goldpurpur, ab. Man glaubte lange Zeit, daß nur diese und keine andere Verbindung des Goldes dem Glase die rubinrothe Färbung ertheilen könne. Später hat sich jedoch herausgestellt, daß auch andere Goldsalze denselben Dienst thun, z. B. das gewöhnliche Goldchlorid. Das Schwierige der Verfahrungsweise liegt in der großen Leichtigkeit, womit das Glas durch die Goldsalze undurchsichtig, braun- und emailartig wird, oder gar das Metall selbst sich abscheidet. Ist die Schmelzung aber vollkommen gelungen, so ist von der rubinrothen Farbe, wenn die Tiegel aus dem Ofen kommen, vorläufig noch keine Spur zu sehen, die Masse etwas ins Gelblichgrüne. Ein gelindes

solchem ungefärbten Glase das prächtigste, feurigste Rubinroth zu ertheilen. Auf welchen Vorgängen dieses sogenannte „Anlaufen" des Rubinflusses beruht, ist noch völlig dunkel, ebenso wie bisher das Wiederverschwinden der rothen Farbe durch neues Schmelzen, oder das undurchsichtig Leberfarbigwerden durch Erhitzung bis zu anfangender Erweichung unerklärt geblieben ist. Durch größern oder geringern Zusatz von Goldsalzen erhält man Steine von verschiedener Intensität der Färbung und verschiedenem Feuer, vom dunkelsten Blutroth bis zum mattesten Rosa.

Um den Sapphir nachzuahmen, wird dem Straßpulver $1\frac{1}{2}$ Proc. Kobaltoxyd zugesetzt, welches bekanntlich allen Gläsern ein wundervoll reines tiefes Blau ertheilt. Smaragdgrüne Färbung bringt Kupferoxyd mit Chromoxyd hervor. Die Farbe der Topase gibt ein Zusatz von Spießglanzglas (Antimonoxyd) mit einer Spur von Goldsalz oder Eisenoxyd, ersteres ein mehr röthliches, letzteres ein helleres Gelb. Mischfarben sind die des violetten Amethystes durch etwas Manganoxyd und Kobaltoxyd und eine Spur Goldpurpur erreicht, die des grünen Berylls aus wenig Spießglanzglas und Kobaltoxyd, und das eigenthümliche Roth des Granats, welches auf 100 Theile Straßpulver durch 50 Theile Spießglanzglas, $\frac{2}{5}$ Goldpurpur und ebenso viel Manganoxyd hervorgebracht wird. Zur Nachahmung der Türkise dient ein mit Zinnoxyd undurchsichtig gemachter (emaillirter) Straß, dem 3 Proc. Kupferoxyd, $\frac{1}{3}$ Proc. Zaffer und eine Spur Braunstein zugesetzt sind.

Die Mischung der Bestandtheile eines Flußes muß in allen diesen Fällen sehr innig geschehen und die Schmelzung bei langsam gesteigerter Temperatur in den reinsten Tiegeln vorgenommen werden. Nach vierundzwanzig- bis dreißigstündigem Fluß der Masse läßt man die Tiegel im Ofen so langsam als möglich erkalten, weil eine plötzliche Abkühlung das Glas spröde und brüchig macht. Durch Schleifen auf einer Scheibe von hartem Holze mit Schmirgel gibt man den Gläsern die Form der verschliffenen Edelsteine, durch Poliren mit Tripel auf einer andern sich drehenden Holzscheibe möglichsten Glanz.

Im Nachstehenden sollen einige der verschiedenen Verfahrungsweisen noch specieller aufgeführt werden.

§. 160. Verfahren zur Darstellung von Glasflüssen von Fontanieu.

In dem freilich schon etwas veralteten Werke von Fontanieu wird folgende Vorschrift zur Bereitung des Straß angegeben: 16 Theile pulverisirter reiner Bergkrystall, oder in Ermangelung desselben gebrannter Feuerstein werden mit 48 Theilen Weinsteinsalz gemischt, geglüht, die Masse dann in heißes Wasser gebracht, und so lange mit verdünnter Salpetersäure versetzt, bis das Brausen aufgehört hat, worauf man sie mit reinem Wasser vollständig auswäscht. Das so erhaltene Product wird nun getrocknet, mit 24 Theilen Blei-

weiß gemiſcht, unter Zuſatz von etwas Waſſer fein gerieben, nochmals ausgeſüßt und getrocknet, und nunmehr mit 2 Theilen calcinirtem Borax in einer porzellanenen Reibſchale zuſammengerieben, in einem reinen Schmelztiegel geſchmolzen und in kaltes Waſſer ausgegoſſen.

Das ſo erhaltene Glas wird nach dem Trocknen ein zweites und dann noch ein drittes mal, immer in einem ganz neuen Tiegel, umgeſchmolzen und jedesmal in kaltem Waſſer abgelöſcht. Sollte ſich etwas reducirtes metalliſches Blei vorfinden, ſo iſt dieſes ſorgfältig auszuleſen und zu beſeitigen.

Die nach dreimaligem Schmelzen erhaltene Fritte wird fein pulveriſirt und mit $1\,^1/_8$ Theil Salpeter gemengt, nochmals geſchmolzen, worauf der Straß fertig iſt.

Um nun die verſchiedenen Edelſteine nachzuahmen, empfiehlt er folgende Zuſätze:

Zu Topas: 20 Theile Straß und 1 Theil Hornſilber, oder $^1/_2$ Theil Spießglanzglas.

Zu Sapphir: 80 Theile Straß und 1 Theil Kobaltoxyd.

Zu Rubin: 48 Theile Straß, 1 Theil Caſſius'ſchen Goldpurpur, 1 Theil Eiſenoxyd (durch Glühen von ſalpeterſaurem Eiſen erhalten), 1 Theil Goldſchwefel und 1 Theil Mineralchamäleon, endlich 6 Theile fein pulveriſirten Bergkryſtall.

Zu Smaragd: 1200 Theile Straß, 10 Theile Bergblau (kohlenſaures Kupfer) und 1 Theil Spießglanzglas.

Zu gemeinem Opal: 240 Theile Straß, 5 Theile Hornſilber, 1 Theil calcinirten Magneteiſenſtein und 13 Theile Kalkmergel.

§. 161. Verfahren von Douault-Wieland.

Später wurde die Verfertigung künſtlicher Edelſteine beſonders durch Douault-Wieland in Paris zur höchſten Vervollkommnung gebracht, und von ihm beſchrieben. Auch er bereitet eine ſolche farbloſe Glasmaſſe, die er Fluß (fondant) nennt, die, allein für ſich, gut geſchliffen, täuſchend den Diamant nachahmt. Die Zuthaten zu dieſem Fluß ſind: Kieſelerde, Pottaſche, Bleioxyd und zuweilen Arſenik. Die Reinheit und Farbloſigkeit des Glaſes hängt, wie ſich leicht ermeſſen läßt, ſehr weſentlich von der Reinheit der Materialien ab; beſonders gilt dies von der Kieſelerde, wozu er entweder weißen Sand, Bergkryſtall oder Feuerſtein anwendet. Sand wird erſt geglüht, dann mit Salzſäure digerirt und endlich mit reinem Waſſer ausgewaſchen. Bergkryſtall und Feuerſtein müſſen ebenfalls zuvor geglüht, in kaltem Waſſer abgeſchreckt und dann wie bei der Porzellanfabrikation gemahlen werden. D
beſten Perlaſche) erfordert eine ſehr vorſichtige Reinig
muß der Borax durch mehrmaliges Umkryſtalliſiren
den. Das Bleioxyd wird am beſten im Zuſtande

und darf schlechterdings keine fremden Metalle, ganz besonders aber kein Zinn enthalten, weil die geringste Spur dieses letztern eine milchige Trübung hervorbringt, oder doch wenigstens die absolute Klarheit des Glases, die der des reinsten Thautropfens gleichkommen muß, beeinträchtigen würde.

Zum Schmelzen sind gewöhnliche hessische Tiegel am besten, denn ihre Masse ist hinlänglich rein, um dem Glase keine Färbung zu ertheilen, dabei unterliegen sie nicht der Gefahr des Zerspringens oder Rissigwerdens und stehen in dieser Beziehung den Porzellantiegeln, die sonst sehr vorzüglich sein würden, weit vor. Die Schmelzung kann in einem Porzellan- oder Steingutofen, sonst aber auch nöthigenfalls in einem eigens zu dem Ende vorhandenen kleinen Ofen bewirkt werden. Ein Porzellanofen ist aber insofern zweckmäßiger, als nach Douault-Wieland's Beobachtung die Masse um so dichter und schöner ausfällt, je ruhiger und gleichmäßiger die Schmelzung vor sich ging.

Die folgenden vier Sätze werden besonders empfohlen:

Nr. I.	Gramm
Bergkrystall	4056
Mennige	6300
Pottasche	2154
Borax	276
Arsenik	12

Nr. III.	Gramm
Bergkrystall	3456
Mennige	5328
Pottasche	1944
Borax	216
Arsenik	6

r:	Fluß	3456 Theile
	Eisenoxyd (Crocus Martis)	36 »

Rubin:

Douault-Wieland erhielt mitunter aus dem obengenannten Topassatze sehr nen Rubin. Nicht selten nämlich lieferte der Topassatz ein halbdurchsich-s, oft nur an den Kanten durchscheinendes Glas, das in dünnen Blätt-n eine rothe Farbe zeigte. Wurde 1 Theil hiervon mit 8 Theilen Straß engt und 30 Stunden lang geschmolzen, so entstand ein schönes gelbliches s, das in kleinen Stückchen vor dem Löthrohre geschmolzen eine vollkommene binfarbe annahm. Er empfiehlt diese Methode als die beste zur Herstellung ner, sehr schön gefärbter Rubine.

Ein anderer Rubinsatz besteht aus:

	Straß	4880 Theile
	Braunstein	72 »

Smaragd:

	Straß	4608 »
	Reines Kupferoxyd	42 »
	Chromoxyd	2 »

Sapphir:

	Straß	4608 »
	Kobaltoxyd	68 »

Die Mischung wird in einem verklebten hessischen Tiegel 30 Stunden g geschmolzen.

Amethyst:

	Straß	4608 Theile
	Braunstein	36 »
	Kobaltoxyd	24 »
	Cassius'scher Goldpurpur	1 »

Granat:

	Straß	512 »
	Spießglanzglas	256 »
	Goldpurpur	2 »
	Braunstein	2 »

Beryll oder Aquamarin:

	Straß	3456 »
	Spießglanzglas	24 »
	Kobaltoxyd	1

Alle diese Sätze müssen fein pulverisirt, gesiebt dreißigstündigem Schmelzen sehr langsam

§. 162. Verfahren von Lançon.

Derselbe bediente sich zum Straß keines Arsenits. Er behauptet, daß er, so oft er dasselbe in seinen Zusammensetzungen angewendet habe, bei der Bearbeitung der Masse und bei dem Schleifen der daraus entstehenden Steine allemal krank geworden sei. Er erhielt bei geringerer Vorsicht in der Bereitung einen ziemlich schönen Straß durch folgende Proportionen:

Bleiglätte	100	Theile
Weißer Sand	75	»
Weinsteinsalz	10	»

Smaragd:

Straß	9216	Theile.
Grünspan	72	»
Eisenoxyd	1½	»

Da der Amethyst von Douault-Wieland wegen des vielen Braunsteins ein zu dunkles Violett zeigte, so nahm er folgenden Satz zu demselben:

Straß	9216	Theile.
Braunstein	15—24	»
Kobaltoxyd	1	»

§. 163. Undurchsichtige Pasten.

[redacted]

mehreren Portionen unter Umrühren hinzu, läßt die Masse noch läutern und verarbeitet sie unter öfterm Anwärmen. Der Zusatz von Weinstein oder Kohle gibt dem Krystallglase eine Perlfarbe, durch Ausscheidung eines Theils des Bleioxyds aus der Verglasung. Achatähnliche Zusammensetzungen erhält man, indem man verschieden gefärbte Glasstücke miteinander schmilzt, nach dem Schmelzen umrührt und die Masse sogleich verarbeitet.

§. 164. Unterscheidung der Glasflüsse von den Edelsteinen.

Die Verfälschung durch Glasflüsse ist der Betrug, der unter allen am häufigsten stattfindet, und der Einkäufer hat daher auf diese vorzugsweise Rücksicht zu nehmen, da namentlich im gefaßten Zustande dieselben den echten Steinen täuschend ähnlich sehen. Sie gelingen oft so gut, daß sie die Farbe mancher echten an Reinheit und Klarheit oft noch übertreffen und denselben auch häufig vollständig im Glanze gleichkommen. Namentlich erhält man eine Art von täuschendem Diamantglanz, wenn man geschliffene Glasflüsse auf einer polirten Metallscheibe (besonders von Zinn) längere Zeit reibt. Unter den Mitteln, welche zu Gebote stehen, beide voneinander zu unterscheiden, verdient die Härte vor allen beachtet zu werden; denn nie werden die falschen den echten Edelsteinen darin gleichkommen, zumal da die Kosten der Fertigung von guten Glasflüssen zu bedeutend sind, um mit diesen geringere Sorten von Steinen nachzuahmen, die feinern aber eben den größten Härtegrad besitzen und daher leicht durch diese Eigenschaft von den untergeschobenen zu erkennen sind. Am besten probirt man die Härte auf der Scheibe der Schleifmaschine. Ein feiner guter Quarzsand greift die Glasflüsse schon an. Auch werden dieselben zuweilen durch Bläschen im Innern verrathen; es ist daher in dieser Hinsicht die Untersuchung der Steine durch ein gutes Vergrößerungsglas zu empfehlen. In der Regel erreichen auch die falschen Edelsteine den Glanz und die Klarheit der echten nicht und fühlen sich auch bei weitem weniger kalt an als die letztern; angehaucht wird an ihnen, da sie schlechtere Wärmeleiter sind, der Hauch länger sichtbar bleiben als an den neben ihnen befindlichen echten Edelsteinen. Die Schwere ist nicht gut als Unterscheidungsmerkmal zu benutzen, da die Glasflüsse durch die beigemengten schweren Metalloxyde gewöhnlich ein höheres Gewicht bekommen, als ihnen sonst eigenthümlich ist, und sich daher mehr den feinen Edelsteinen nähern. Wohl aber kann man die Reibungselektricität zu Hülfe ziehen. Die meisten Edelsteine zeigen sich nach 6 — 32 Stunden noch elektrisch, ohne daß wiederholtes Reiben nöthig wäre, während die ihnen ähnlichen Glasflüsse schon nach 40— [illegible] icität verlieren. Der Ort, wo die Versuch[illegible] muß jedoch trocken sein.

§. 165. Unterſchieden von Doubletten.

Unter dem Doubliren der Edelſteine begreift man die Vereinigung zweier Steine, von denen der eine als Ober-, der andere als Untertheil geſchliffen iſt, zu einem Ganzen, wodurch Vergrößerung des Steins, Färbung und Erhöhung des Glanzes beabſichtigt wird. Die Vereinigung iſt unvollkommen; ſie findet durch Zuſammenkitten mit Maſtix ſtatt. Man unterſcheidet:

a. Halbechte Doubletten, wenn der Obertheil aus einem echten Steine, der Untertheil aber aus gefärbtem Bergkryſtall oder Glas beſteht. Sehr weit ſoll man es im Orient in dieſer betrügeriſchen Kunſt gebracht haben, ſodaß ſich Kenner oft leicht dadurch täuſchen laſſen. Dünne und flache Edelſteine ſetzt man auf einen Glasfluß, der gleiche Farbe mit dieſen hat. Neuerlich verfertigt man in Frankreich die halbechten Doubletten äußerſt täuſchend durch Aufſchmelzen (ſtatt Aufkitten) des aus Glas beſtehenden Untertheils auf den echten Obertheil. Bei ſolchen Zuſammenſetzungen iſt die weiter unten angeführte Probe mit heißem Waſſer wirkungslos, und nur das Probiren auf Härte durch Ritzen führt ſicher zur Erkennung; jedoch kann dieſelbe bei gefaßten Steinen in der Regel nicht angewendet werden. Es kommen Rubin-, Sapphir-, Smaragddoubletten u. ſ. w. vor, welche bei ſehr geringem Preiſe alle Schönheit der ganz echten Steine darbieten und zur Unterſcheidung von letztern eine ſehr ſorgfältige Unterſuchung nöthig machen.

b. Unechte Doubletten, wenn der Obertheil Bergkryſtall oder Glas

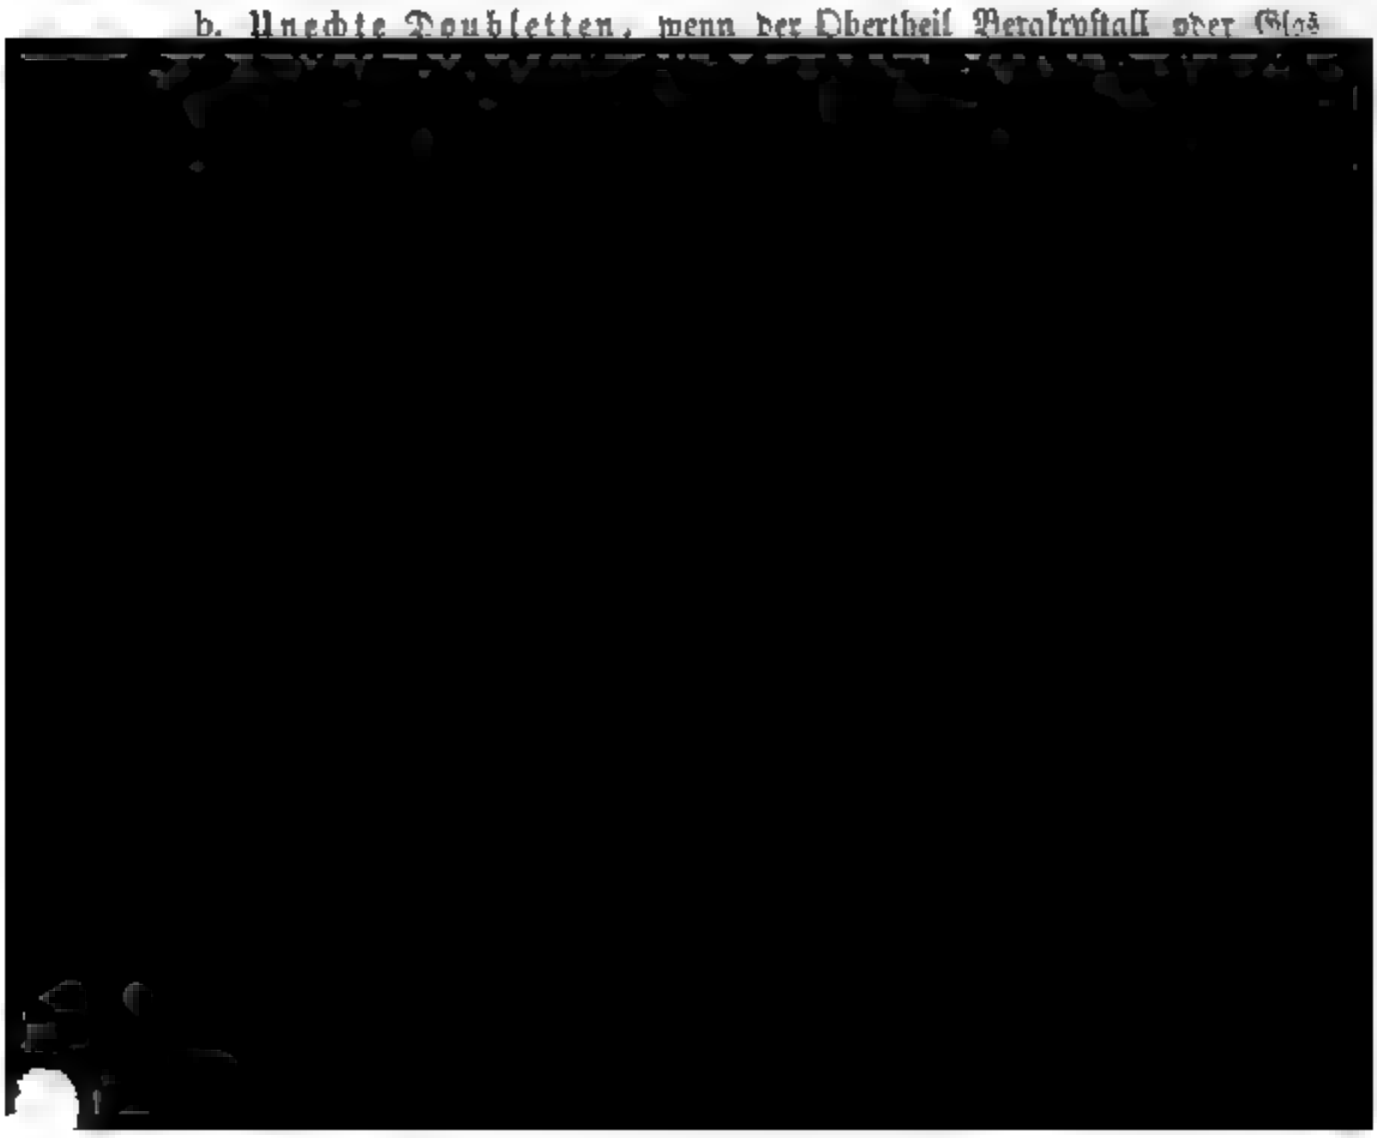

eines gefärbten Metallblättchens die Farbe ertheilt wurde. Auch erkennt man diese Steine noch dadurch, daß man sie nach allen Seiten vor das Auge hält oder schief auf ihre Tafel hinsieht, wo sie bald eine falsche Spielung zeigen werden, indem sie fast immer an den Rändern alle Farben des Regenbogens zeigen, selbst die, welche ihrer eigenthümlichen Farbe entgegengesetzt sind. Das beste Mittel aber zur Erkennung für alle Arten von Doubletten (mit Ausnahme der zusammengeschmolzenen) ist, die Steine in heißes Wasser zu legen, wodurch der Mastix erweicht wird und die beiden Theile voneinander fallen.

§. 167. Benennungen der Edelsteine im Handel.

Im Handel pflegt man den Edelsteinen meist Benennungen zu geben, die sehr inconsequent sind und durchaus nicht mit ihren wissenschaftlichen Namen übereinstimmen. Gerade bei den Edelsteinen hielt man sich von jeher mehr an die äußern Eigenschaften, wie Glanz, Farbe, Durchsichtigkeit u. s. w., ohne auf die chemische Zusammensetzung Rücksicht zu nehmen. Dadurch ist es gekommen, daß ein und derselbe Stein, wenn er verschiedene Farben zeigt, auch ganz verschiedene Namen führt, und umgekehrt wieder chemisch ganz verschiedene Substanzen von einerlei Farbe unter einer und derselben Benennung vereinigt werden.

So liefert uns die reine Thonerde, der Korund der Mineralogen, nach dem Diamant, die werthvollsten Edelsteine. Dieses eine Mineral existirt aber bei den Juwelieren unter nicht weniger als folgenden Namen: Rubin (dunkelkarmoisinroth); orientalischer Hyacinth (morgenroth); orientalischer Amethyst, Amethyst-Sapphir oder Violett-Rubin (schwach violblau); Leucosapphir (wasserhell); orientalischer Sapphir (schön blau); männlicher Sapphir, Indigosapphir (lebhaft berlinerblau); weiblicher Sapphir (blaßblau); Wassersapphir (sehr blaßblau); Luchs- oder Katzensapphir (schwärzlich- oder grünlichblau); orientalischer Topas oder Topas-Sapphir (hochgelb); orientalischer Aquamarin (grünlichblau); orientalischer Chrysolith (gelblichgrün); orientalischer Smaragd (grün); Sternsapphir, Asterie, opalisirender Sapphir, Sternstein (mit Lichtschein); orientalischer Girasol, Sapphir- oder Rubin-Katzenauge, Sonnenstein (mit Lichtschimmer).

Sowie hier ein Edelstein in eine Menge Arten unter verschiedenen Benennungen gespalten ist, so existiren wieder eine Menge ganz verschiedener Mineralspecies unter einem Edelsteinnamen. So wird der Name Chrysolith gebraucht für den eigentlichen Chrysolith, ferner für Idokras, Chrysoberyll, Sapphir, Turmalin; ferner der Name Rubin für Korund, Turmalin, Rosenquarz, Topas, Flußspath, Spinell u. s. w., alles Edelsteine, die im Werthe und hinsichtlich ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften himmelweit einander verschieden sind.

Es liegt auf der Hand, daß solche willkürliche Benenn

einer physikalischen Eigenschaft, wie die der Farbe, die meist rein zufällig ist, dem Nichtmineralogen das Studium der Edelsteinkunde ungemein erschweren müssen und daß dieselben außerdem im Handel leicht zu Verwechselungen Anlaß geben. Es sind daher in der unten folgenden Tabelle die sämmtlichen Handelsnamen zusammengestellt und denselben die wissenschaftliche Benennung beigefügt worden; das Weitere darüber kann dann im speciellen Theile nachgeschlagen werden.

Bisweilen hat man die Edelsteine auch nach ihrer Schnittform benannt, oder den Benennungen die Namen des Fundortes beigefügt, die aber dann ebenfalls auf ähnliche verwandte Species von andern Arten übertragen worden sind. So bezeichnet der Ausdruck „Rosette“ oder Brillant speciell den als Rosette oder Diamant geschliffenen Diamant, ferner der Ausdruck „brasilianischer Sapphir“ nicht den eigentlichen Sapphir, sondern einen Topas, zugleich aber auch einen Turmalin. Sehr früh findet man ferner den Gebrauch, vielen Edelsteinen den Beinamen „orientalisch“ zu geben, theils weil man sie zuerst aus dem Morgenlande erhielt, theils und vorzüglich aber, weil die von da abstammenden in der Regel Steine anderer Gegenden in allen schätzbaren Eigenschaften übertreffen. Später ging man noch weiter, man nannte alle Edelsteine anderer Länder, welche jenen an Schönheit gleichkamen, „orientalische“, und bezeichnete die minder vorzüglichen im Gegensatze als „occidentalische“. Zuletzt aber wurde das erstere Beiwort auf jeden Stein angewendet, der sich durch seine Eigenschaften auszeichnete, selbst wenn man ihn im

ame im Handel.	Wissenschaftliche Benennung.
. . . . .	Bergkrystall (violblau).
, falscher	Flußspath (violett).
orientalischer . . .	Korund (schwach violblau).
-Sapphir	Korund.
. . . . .	Turmalin (sibirischer).
in	Beryll (licht himmelblau).
in	Topas (meergrün).
in-Chrysolith . . .	Beryll (grünlichgelb).
in, orientalischer . .	Korund (grünlichblau).
sibirischer	Beryll (lichtgrünlichblau).
. . . . .	Weißer Opal mit Silberpunkten.
ier Stein	Lasurstein.
ker	Turmalin.
. . . . .	Korund (mit Lichtschein).
h	Faserkalk.
l	Faserkalk.
. . . . .	Malachit.
at	Achat.
n	Achat.
n	Quarz.
ubin	Spinell (blaßroth).
t	Achat.
is	Jaspis.
n	Chalcedon.
. . . . .	Nephrit.
, schwarzer	Pechkohle.
. . . . .	Achat.
er Stein	Bergkrystall.
istein	Obsidian (pistaziengrün).
. . . . .	Der als Brillant geschliffene Diamant.
as	Diamantblättchen mit Facetten am Rande.
. . . . .	Diamant mit dem Brillonettschnitt.
n	Jaspis.
. . . . .	Diamant (Brillantglas).
. . . . .	Chalcedon (gelb).
. . . . .	Zirkon.
. . . . .	Spinell (dunkel).
ubin	Almandin.
-Achat	Achat.
yx	Chalcedon.
t	Labrador, Feldspath.
yll	Chrysoberyll.
yll	Beryll (gelb).
. . . . .	Chrysolith. Olivin.
. . . . .	Idokras.
, falscher	Obsidian.
opalisirender . .	Chrysoberyll (opalisirend).

Name im Handel.	Wissenschaftliche Benennung.
Chrysolith, orientalischer . .	Chrysoberyll.
» vom Cap	Prehnit.
» orientalischer . .	Korund (gelblichgrün).
» sächsischer	Topas (grünlichgelb).
» schillernder . . .	Chrysoberyll.
» ceylonischer . . .	Turmalin von Ceylon.
Citrin	Bergkrystall (gelb).
Cordierit	Dichroit.
Corindon	Korund.
Cymophan	Chrysoberyll.
Cyprin	Idokras.
Denderachat	Achat (mit Dendriten).
Demant	Diamant.
Demantspath	Korund.
Demion	Karneol.
Diamant, böhmischer » marmaroscher » occidentaler » mutzschener » zabeltitzer » rheinischer	. . Bergkrystall (wasserhell).
» savoyischer	Diamant (schwärzlich und braun).
Diamantspath	Korund.
Diallagon	Bronzit.
Dickstein	Der als Dickstein geschnittene Diamant.

Name im Handel.	Wissenschaftliche Benennung.
va, schwarze	Obsidian.
vulkanisches	Obsidian.
d'eau	Topas.
t, böhmischer	Granat (roth ins Orangegelbe). Pyrop.
edler	Granat (roth ins Violblaue).
kolliner	Almandin.
syrischer	Granat (roth ins Violblaue).
orientalischer	Granat (ebenso).
ceylonischer	Böhmischer Granat. Pyrop.
tschalen	Granaten, die ausgeschlägelt sind.
nethyst	Amethyst.
ein	Bergkrystall.
illant	Der Diamant als Halbbrillant geschnitten.
rneol	Chalcedon.
it	Granat.
er-Schörl	Turmalin.
al	Halbopal.
in	Hornstein.
ith	Idokras.
ith	Zirkon.
ith	Granat.
ithen von Dissentis . .	Granat.
ite de Ceylon	Granat.
brun	Granat.
ith von Compostella . .	Quarzkrystalle (roth, undurchsichtig).
orientalischer . . .	Zirkon.
orientalischer . . .	Korund (morgenroth).
n	Zirkon.
s-Achat	Achat. Jaspachat.
s, ägyptischer	Jaspis.
iur	Chalcedon.
o-Sapphir	Korund.
olith	Turmalin (indigoblau).
ein	Schwefelkies.
. . . . .	Regenbogenquarz.
eine	Unbearbeitete Diamanten ohne bestimmtere Krystallform.
ckenachat	Cacholong.
lstein	Granat.
gut	Diamanten, die weniger als 1 Karat wiegen.
nat	Amorpher Diamant.
ikel	Granat.
ol-Achat	Achat.
ol-Onyx	Karneol.
auge	Quarz.
sapphir	Korund.
nangan, spathiges . .	Mangenspath.

Name im Handel.	Wissenschaftliche Benennung.
Korallenachat	Achat.
Kreisachat	Achat.
Krötenstein	Versteinerter Fischzahn.
Kugeljaspis	Jaspis.
Lapis Lazuli	Lasurstein.
Landschaftsachat	Achat.
Lapis mutabilis	Hydrophan.
Lava	Obsidian zuweilen.
Lavaglas	Obsidian.
Lavezstein	Topfstein.
Leucosapphir	Korund (wasserhell).
Liebespfeile	Bergkrystall (Haarstein).
Lilalith	Lepidolith.
Linkur	Zirkon (von Italien).
Luchssapphir	Dichroit oder Cordierit.
Luchssapphir	Korund (Katzensapphir).
Luchssapphir, Tokaier	Obsidian.
Luchsstein	Cordierit.
Lumachello	Muschelmarmor.
Marekanit	Obsidian.
Markasit	Schwefelkies.
Matura-Diamant	Edler Zirkon.
Milchquarz	Quarz.
Mokkastein	Chalcedon.
Mondstein	Adular-Feldspath (mit Lichtschein).

Name im Handel.	Wissenschaftliche Benennung.
utter-Achat	Cacholong.
s d'agoa	Topas (wasserhell).
. . . . .	Topas (mattroth).
. . . . .	Der als Octaëder krystallisirte, unbearbeitete Diamant.
itsteine	Diamant.
. . . . .	Chrysopras.
ochrysolith	Obsidian.
nu	Nephrit.
achat	Achat.
han	Hydrophan.
, irisirender	Regenbogenquarz.
topas	Bergkrystall (rauchgrau).
. . . . .	Der als Raute geschnittene Diamant.
istein	Desgleichen.
bogenachat	Chalcedon.
bogenquarz	Bergkrystall, irisirend.
kiesel	Bergkrystall.
. . . . .	Der als Rose geschnittene Diamant.
tein	Desgleichen.
e	Desgleichen.
it	Turmalin.
ell	Spinell.
. . . . .	Korund.
, böhmischer	Rosenquarz.
brasilianischer	Topas.
falscher	Flußspath.
-Asterie	Korund.
-Balais	Spinell.
-Katzenauge	Korund.
-Spinell	Spinell.
n-Achat	Achat.
ir, brasilianischer . . .	Topas.
» . . .	Turmalin.
männlicher opalisirender orientalischer weiblicher weißer . .	Korund.
ir-Asterie	
ir-Katzenauge	
irin	Chalcedon.
r	Karneol.
nyx	Onyx.
diamant	
rquarz	
genauge	

Name im Handel.	Wissenschaftliche Benennung.
Schneckenstein Schneckentopas }	Sächsischer Topas.
Schneidestein	Topfstein.
Schmerstein	Speckstein.
Schörl, elektrischer	Turmalin.
Schwalbenstein	Versteinerter Fischzahn.
Seidenspath	Faserkalk.
Seifenstein	Speckstein.
Senaile.	Diamantsplitter mit mehreren Facetten.
Siberit	Turmalin, sibirischer.
Smaragd, brasilianischer . .	Turmalin.
» falscher	Flußspath.
» orientalischer . . .	Korund.
» peruaner	Smaragd von vorzüglicher Schönheit.
» vom Cap	Prehnit.
Smaragdfluß	Grüner Flußspath.
Smaragdmutter	Prasem.
Sodalith	Lasurstein.
Solitaire	Ausgezeichnete Diamanten.
Sonnenstein	Feldspath.
Sonnenstein	Korund.
Spargelstein	Apatit.
Spitzsteine	Diamanten mit polirten Octaëderflächen.
Stephansstein	Chalcedon.
Sternsaphir	Korund.

ame im Handel.	Wissenschaftliche Benennung.
echter	Türkis, mineralischer.
occidentalischer . . .	Türkis, animalischer.
orientalischer	Türkis, mineralischer.
in, brasilianischer . .	Turmalin (dunkelgrün).
sibirischer	Turmalin (roth).
ceylonischer . . .	Turmalin (grünlichgelb).
ıar	Bergkrystall (Haarstein).
n	Vesuvian. Idokras.
he Gemme	Vesuvian.
ubin	Korund.
sche Glaskugel	Obsidian.
pal	Opal, gemeiner.
pal	Adular-Feldspath.
ıpphir	Dichroit.
ıpphir	Korund (lichtblau).
opfen	Topas (wasserhell).
e	Hydrophan.
euter	Chalcedon.
ıge	Adular.
chat	Achat.
halcedon	Chalcedon.
kis	Animalischer Türkis.
ceylonischer	Zirkon.
r	Zirkon.

Sechster Abschnitt.

Eintheilung der Edelsteine.

169. Die große Mannichfaltigkeit und Zahl derjenigen Mineralien, ı als Edel- oder Halbedelsteine betrachtet, und der verschiedene Werth, selben als Schmucksteine im Handel besitzen, erzeugt das Bedürfniß, ı nach einem gewissen Princip zu ordnen. Je nachdem nun ein Princip ntheilungsgrund gewählt wird, fällt auch die Anordnung der Edelsteine rschieden aus.

t es schon schwierig, vom Standpunkte des Mineralogen aus, die chen Schmucksteine nach ihren physikalischen und chemischen Eigenschaf- gewisse Gruppen zu bringen, so wächst die Schwierigkeit : die Aufgabe ist fast unmöglich zu lösen, wenn man rcantilischen Werth Rücksicht nehmen will. Alle : haben daher ihre großen Schwächen, weil

verschiedenen Principien gleiche Berechtigung angedeihen lassen kann, und auch die im speciellen Theile dieses Werks befolgte Anordnung macht durchaus keinen Anspruch auf Vorzüglichkeit.

Früher theilte man die Edelsteine rein nach ihrer Anwendung ein. So finden wir in einem ältern Werke [1]) folgende Anordnung in drei Klassen:

1. Edelsteine, die vornehmlich zum Schmuck und zur Zierde am Leibe getragen werden.
2. Edelsteine, die zur Arznei und Kunst dienen.
3. Edelsteine, die zu Geschirr, Mobilien, Verkleidungen, Bildern und Säulen in den Gebäuden und zum Zierath der Gemächer gebraucht werden.

Später suchte man auch die chemischen und physikalischen Eigenschaften damit zu vereinigen. So theilt sie das im Industriecomptoir in Leipzig herausgekommene „Handbuch für Juweliere" in zwölf Gruppen:

1. Quarzartig glänzende, ganz durchsichtige Edelsteine;
2. desgleichen hornsteinartige, halbdurchsichtige und undurchsichtige;
3. desgleichen im Anbruch rauhe, farbige Felsensteine;
4. gemischte, im Anbruch ebenfalls rauhe, farbige Felsensteine;
5. im Feuer sich verhärtende Halbedelsteine;
6. im Anbruch glasartige, nicht in Krystallen anschießende Edelsteine;
7. metallische Steine;

[redacted]

4. Solche, die im Feuer alle Farbe verlieren und durch das Schmelzen oft ein Drittel an Gewicht einbüßen; sächsischer Topas.
5. Solche, die fast auf der Stelle zu einem durchsichtigen, gefärbten Glase schmelzen; Smaragd, Chrysolith.

Linné nahm nur drei Klassen an:

Gemmae pretiosae, wozu er mit dem Diamant und Smaragd alle Korundarten rechnet.

Gemmae nobiles, als Topas, Amethyst, Granat, Hyacinth, Chrysolith u. s. w.

Gemmae speciosae, wohin alle Jaspis-, Chalcedon-, Achat- und andere Arten gehören, die sich in größern Massen und folglich nicht wie die wirklichen Edelsteine als Seltenheit finden.

Die praktischen Juweliere bringen alle Edelsteine in zwei große Gruppen, solche, welche mit der Schönheit der Farbe, großem Glanze und Klarheit deutende Härte vereinigen: feine oder orientalische Edelsteine (Juwelen), id in solche, welche bei geringerer Härte nur ausgezeichnete optische Eigenschaften besitzen: occidentalische Steine.

Blum ordnete in seinem „Taschenbuch der Edelsteinkunde" alle Edelsteine ich der Härte; ebenso Erdmann, welcher nach der Härte drei Klassen annmt:

1. Harte Edelsteine, welche härter sind als Quarz: Diamant, Rubin, Sapphir, Chrysoberyll, Spinell, Zirkon, Topas, Smaragd, Granat u. s. w.
2. Halbharte Schmucksteine, welche weicher als Quarz, aber härter als Flußspath sind: Bergkrystall, Amethyst, Chalcedon, Karneol und ähnliche, Opal, Lasurstein, Obsidian, Türkis u. s. w.
3. Weiche Schmucksteine, welche weicher als Flußspath sind: Malachit, Bernstein, Gagat u. s. w.

Im Nachstehenden ist folgende Anordnung der Edelsteine beobachtet worn, wobei, soweit dies möglich war, der reelle Werth, den die Edelsteine Schmucksteine haben, in Verbindung mit der Härte, den optischen Eigenaften und der Seltenheit des Vorkommens, als Maßstab angenommen orden ist.

1. Juwelen oder eigentliche Edelsteine.

Ausgezeichnet durch große Härte (die härtesten i
oliturfähigkeit, hohes Steingewicht, prächtige Farben
it starkem Glanze (Feuer) und Seltenheit des V
n Exemplaren.

A. Schmucksteine ersten Ranges.

Härte zwischen 8 und 10; Gewicht über 3,5; hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung entweder reiner Kohlenstoff oder reine Thonerde, oder Verbindungen der Thonerde mit andern Erden; im allgemeinen ist die Thonerde vorherrschend. Sehr seltenes Vorkommen in schönen Exemplaren und höchster Werth.

1. Diamant.
2. Korund (Rubin und Sapphir).
3. Chrysoberyll.
4. Spinell.

B. Schmucksteine zweiten Ranges.

Härte zwischen 7,5 und 8 (mit Ausnahme des edeln Opals); Gewicht meist über 3; hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung ist die Kieselerde vorherrschend. Vorkommen schon häufiger und in größern Exemplaren als bei den vorhergehenden; Werth im allgemeinen geringer als bei den Schmucksteinen ersten Ranges, in ausgezeichneten Exemplaren aber immer noch sehr bedeutend und dann geringere Sorten der vorigen übertreffend.

5. Zirkon.
6. Beryll (Smaragd).
7. Topas.

2. Sogenannte Halbedelſteine.

Sie zeigen die bei den Juwelen angeführten ausgezeichneten Eigenſchaften ›eit geringerm Grade oder nur einige derſelben.

D. Schmuckſteine vierten Ranges.

Härte von 4 — 7; Gewicht zwiſchen 2 und 3 (beides mit Ausnahme Bernſtein); Farbe und Glanz häufig noch lebhaft, dagegen ſind nur ge vollkommen durchſichtig, die meiſten nur durchſcheinend oder kanten‹ſcheinend. Fundorte ſehr zahlreich. Werth im allgemeinen gering.

. Quarz.
A. Kryſtalliſirte Quarze.
a. Bergkryſtall.
b. Amethyſt.
c. Gemeiner Quarz.
α. Praſem.
β. Aventurin.
γ. Katzenauge.
δ. Roſenquarz.
B. Chalcedone.
a. Chalcedon.
b. Achat (mit Onyx).
c. Karneol.
d. Plasma.
e. Heliotrop.
f. Jaspis.
g. Chryſopras.
h. Hornſtein.
C. Opale.
a. Feueropal.
b. Halbopal.
c. Hydrophan.
d. Cacholong.
e. Jaspopal.
f. Gemeiner Opal.
22. Feldſpath.
a. Adular.
b. Amazonenſtein.
23. Labrador.
24. Obſidian.
25. Laſurſtein.
26. Hauyn.
27. Hyperſthen.
28. Diopſid.
29. Flußſpath.
30. Bernſtein.

E. Schmuckſteine fünften Ranges.

Härte und Gewicht ſehr verſchieden; Farben faſt immer trübe; Durch‹gkeit fehlt ganz; niedere Grade des Glanzes. Werth höchſt unbedeutend gar keiner; ſie erlangen meiſt erſt welchen durch die Bearbeitung. Das et der Großſteinſchneiderei fällt hier, wie auch bei einigen aus der vorigen ›pe, ſchon mit dem der eigentlichen Steinarbeiten zuſammen.

31. Gagat.
32. Nephrit.
33. Serpentin.
34. Bildſtein.
35. Speckſtein.
36. Topfſtein.
37. Diallag.
38. Bronzit.
39. Schillerſ
40.

41. Marmor.
42. Faſergips.
43. Alabaſter.
44. Malachit.
45. Schwefelkies.
46. Manganſpath.
47. Hämatit.
48. Prehnit.
49. Eläolith.
50. Natrolith.
51. Lava.
52. Kieſelbreccie.
53. Lepidolith.

Wollte man die Schmuckſteine nach dem Werthe und der jetzt herrſchenden Mode allein ordnen, ſo würden die wichtigſten unter ihnen bei ſonſt gleichen Verhältniſſen der Vollkommenheit folgendermaßen aufeinander folgen: Diamant, Rubin, Sapphir, edler Opal, (Perlen), orientaliſcher Topas, Smaragd, Spinell, Hyacinth, Chryſoberyll, Türkis, Almandin, Beryll, Pyrop, Zirkon, braſilianiſcher Topas, Amethyſt, Chryſolith, Turmalin, Piſtazit, Cordierit, Veſuvian, Chryſopras, (Korallen) u. ſ. w.

Specieller Theil.

Erster Abschnitt.

Juwelen oder eigentliche Edelsteine.

Ausgezeichnet durch grosse Härte (die härtesten irdischen Stoffe) und Reinheit, hohes Steingewicht, prächtige Farben und Klarheit verbunden mit starkem Glanze (Feuer) und Seltenheit des Vorkommens.

Erstes Kapitel.

Schmucksteine ersten Ranges.

Härte zwischen 8 und 10. Gewicht über 3,5. Hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung entweder reiner Kohlenstoff, oder reine Thonerde, oder Verbindungen der Thonerde mit andern Erden, im allgemeinen ist die Thonerde vorherrschend. Sehr seltenes Vorkommen in schönen Exemplaren und der höchste Werth.

1. Diamant.[1])

Syn. Demant; franz. Diamant, engl. Diamond, ital. Diamande, russ. u. pers. Almas.

Morphologische Eigenschaften.

§. 170. Krystallform.

Die regelmässigen krystallinischen Formen, in welchen der Diamant gefunden wird, gehören dem Tesseralsysteme an und sind am häufigsten Octaëder und Rhombendodekaëder. Die erste Form scheint vorzugsweise den

1) Stammt ab vom Griechischen Adamas ἀδάμας (unbezwingbar), auf seine Härte sich beziehend; in dieser Hinsicht wurde er auch von frühern Schriftstellern als Eisen oder Stahl genannt.

oſtindiſchen, die zweite den braſilianiſchen Diamanten zuzukommen. Die Kryſtalliſationen des Diamants zeigen die beſondere Eigenthümlichkeit, daß die Flächen jederzeit faſt mehr oder weniger zugerundet ſind, während bei andern kryſtalliſirten Körpern mit ſeltenen Ausnahmen nur gerade Flächen vorkommen. Die durch ſolche zugerundete Flächen entſtehenden Kanten ſind daher ebenfalls gebogen, daher denn die Diamantkryſtalle, zumal wenn ſie von vielen Flächen begrenzt ſind, auf den erſten Blick einige Aehnlichkeit mit einer Kugel haben. Die meiſten Rhombendodekaëder ſind nach der kurzen Diagonale (Kante des eingeſchriebenen Würfels) der Rhomben geknickt, wodurch ein ſehr verzogener Pyramidenwürfel entſteht. Selten herrſcht die Knickung nach der Längsdiagonale vor, was ein bauchiges Pyramidenoctaëder gibt. Die Knickung nach beiden Diagonalen gibt ein Pyramidengranatoëder, das wegen der Flächenrundung ſich der Kugel- und Eiform nähert. Eine gleiche Deutlichkeit beider, der gebrochenen Würfel- und Octaëderkanten, iſt aber durchaus nicht gewöhnlich, in der Kugel prägt ſich alſo das Octaëder oder Rhombendodekaëder vorherrſchend aus, jenes der oſtindiſche, dieſes der braſilianiſche Typus. Die bisjetzt aufgefundenen uraliſchen Diamanten beſitzen nach Parrot's [1]) Unterſuchungen ſämmtlich dem Ikoſitetraëder zugehörige Geſtalten und zwar ſind es ſolche Ikoſitetraeder, welche aus dem Rhombendodekaëder entſtanden, durch Theilung der rhombiſchen Flächen in zwei Dreiecke nach ihrer kurzen Diagonale.

Bisweilen findet ſich der Diamant auch in der Richtung einer ſeiner Achſen abnorm verlängert. So befindet ſich in der Wiſer'ſchen Sammlung

so wird man doch leicht auf die Spur geführt. Geschliffene Platten zeigen öfters zahllose Zwillingsstreifen wie der Labrador, es scheint das von zahllosen nebeneinander gelagerten Lamellen herzukommen. Denn in gewissen Richtungen leuchten nach Brewster die einen Lamellen, die andern nicht; ohne Zweifel wird bei den leuchtenden der Blätterbruch spiegeln. Unter den ersten Diamantlinsen gaben daher einige doppelte und dreifache Bilder.

Zusammenhäufungen von mehreren Krystallen, sowol Dodekaëdern als Octaëdern sind nicht selten und es besitzt die dresdener königliche Mineraliensammlung insbesondere ein sehr ausgezeichnetes Exemplar einer solchen Gruppirung und Verwachsung von Octaëdern. In dem wiener k. k. Mineraliencabinet befindet sich ein krystallisirter Diamant, der einen andern ebenfalls krystallisirten Diamanten von gelblicher Farbe in sich eingeschlossen enthält. Fig. 113—131 zeigen die Formen verschiedener roher Diamanten nach Barbot.

§. 171. Beschaffenheit der Oberfläche.

Die Oberfläche der Krystalle ist meist glatt, manchmal aber auch rauh oder gestreift. Sie gleichen dann häufig einem mattgeschliffenen Glase und haben neben dem Glanze auch alle scharfen Kanten verloren. Da Camara glaubte annehmen zu müssen, daß diese Beschaffenheit nicht, wie Hauy vermuthet, der Raschheit der Bildung bei der Krystallisation, sondern vielmehr dem gegenseitigen Reiben mehrerer Steine aneinander zuzuschreiben sei. Bei der Härte der Diamanten, die nur durch sich selbst geschliffen werden können, wäre daher zu vermuthen, daß sie in sehr großer Menge nebeneinander gewälzt worden wären, um diese gegenseitige Einwirkung zu erfahren.

Sehr selten findet sich der Diamant derb, in feinkörnigen porösen Aggregaten von bräunlich schwarzer Farbe (siehe amorpher Diamant).

Physikalische Eigenschaften.

§. 172. Eigenschaften der Cohärenz.

Der Diamant besitzt eine deutliche Spaltbarkeit parallel den Flächen des Octaëders, sodaß diesem Umstande zufolge das Octaëder als seine Grundform angesehen werden muß. Die Steinschneider machen davon einen sehr vortheilhaften Gebrauch, indem es dadurch allein möglich ist, rauhe Stellen schnell wegzuspalten und so die mühevolle Arbeit des Abschleifens zu ersparen (siehe Spalten des Diamants).

Der Bruch ist muschelig, hin und wieder auch splitterig.
ner großen Härte ist er so spröde, daß er sich im Ma

Zu den hervorstechenden Eigenschaften des Dia
ungemeine Härte (= 10), in welcher er allen a

ſodaß er alle übrigen ritzt, von keinem jedoch angegriffen wird. Daher konnte man ihn früher nur etwas poliren, wobei man von der natürlichen Kryſtallform Nutzen zog (Spitzſteine). Erſt Ludwig van Berquen aus Brügge in Flandern erfand 1456 die Kunſt, ihn mit ſeinem eigenen Pulver in regelmäßigen Formen zu ſchleifen. In frühern Zeiten hatte man eine ſo hohe Idee von ſeiner außerordentlichen Härte, daß man ſich mit der Fabel trug, man könne einen Diamant mittels des Hammers auf einem Amboß nicht zerſchlagen; eher ſchlüge man den Amboß in die Erde hinein, ehe der Diamant zerſpränge. Es begründete ſich ſogar auf dieſe Anſicht eine ſehr ſchlechte Methode der Prüfung eines Diamants in Bezug auf ſeine Echtheit, und man hat wol manchen großen Diamant zerſchlagen und als unecht weggeworfen, blos weil er vermöge ſeiner Sprödigkeit unter dem Hammer in Stücke zerſprang.

Plinius (Hist. nat., 37, 15) ſpricht über den Diamant ſehr ausführlich: „Den größten Preis unter den menſchlichen Dingen hat der Diamant, lange nur den Königen und unter dieſen auch blos wenigen bekannt .... Nur im feinſten Golde erzeugt er ſich .... Sechs Arten ſind bekannt .... Darunter die indiſchen und arabiſchen, von unausſprechlicher Härte, auf den Amboß gelegt, ſtoßen ſie den Schlag ſo zurück, daß Eiſen und Amboß in Stücke zerſpringen, auch das Feuer beſiegen ſie, denn man hat ihn noch nie verbrennen können (nunquam incalescens) .... Dieſe Macht über Stahl und Feuer wird durch Bocksblut gebrochen, aber nur wenn ſie durch friſches und war[illegible]

den berrübet. Verschiedene farbige Diamanten zeigten folgendes specifische Gewicht:

Indischer Diamant,	orange	3,550.
» »	rosa	3,531.
» »	blau	3,525.
» »	grün	3,524.
» »	farblos	3,521.
Brasilianischer Diamant,	gelb	3,519.
» »	farblos	3,414.

Optische Eigenschaften.

§. 174. Strahlenbrechung.

Die Verhältnisse, die der Diamant in Betreff zum Lichte zeigt, sind sehr merkwürdig. Er gehört zu denjenigen Körpern, welche das Licht am stärksten brechen — 2,187, d. h. die vergrößernde Kraft einer Diamantlinse verhält sich zu einer Glaslinse wie 8:4, daher ist er auch zu mikroskopischen Linsen benutzt worden, die aber sehr schwer vollkommen herzustellen sind, daß nur wenige gute existiren. Newton schloß 1675 daraus, daß er eine brennbare Substanz sein müsse. Er machte nämlich zwei Klassen von Körpern: feuerbeständige und brennbare; bei beiden folgt die Brechungskraft einem gewissen Gesetze, aber so ziemlich nach dem Verhältniß zur Dichtigkeit. Nun verhält sich die Dichtigkeit vom Quarz zum Diamant = 3:4, aber die Brechungskraft wie 3.8, daher konnte Diamant kein feuerbeständiger Körper sein.

Außer dem starken Lichtbrechungsvermögen besitzt der Diamant aber auch die Eigenschaft, die verschiedenfarbigen Lichtstrahlen ungewöhnlich stark zu zerstreuen, und besonders hierin liegt die Ursache des herrlichen Farbenspiels der geschliffenen Diamanten.

Da der Werth des Diamanten von seinem Farbenspiel wesentlich abhängt, so hat man verschiedene Arten erfunden, dasselbe zu prüfen. Babinet empfiehlt folgendes von ihm häufig angewendetes Verfahren: man bohrt in ein weißes Blatt ein Loch, etwas größer als der zu prüfende Diamant, läßt einen Sonnenstrahl durch dasselbe fallen und hält den Diamant in einiger Entfernung, aber so, daß der Sonnenstrahl voll auf dessen ebene Fläche an der Spitze fällt. Sogleich sieht man diese Fläche auf dem Papier sich mit einer weißen Figur bezeichnen, während ringsum kleine irisfarbige Kreise entstehen. Trennen sich die Hauptfarben (roth, gelb, grün, violett u. s. w.) in diesen Kreisen genau voneinander, ist die Zahl der Kreise beträchtlich und stehen sie in gleicher Entfernung voneinander, so ist der Brillant gut geschnitten. Bei den Rosetten reflectirt das Licht von der untern Fläche und bringt ein ähnliches Feuer wie beim Brillanten hervor.

Der Diamant bricht das Licht zwar **nicht doppelt**, da er zum teſſeralen Kryſtallſyſteme gehört, polariſirt daſſelbe alſo auch nicht, allein nach Brewſter finden ſich im Innern Luftblaſen, um welche herum, wie im Bernſtein, das Licht etwas verändert wird. Da nun außerhalb dieſer Blaſenatmoſphäre das Licht vollkommen unpolariſirt hindurchgeht, ſo ſcheint die Maſſe urſprünglich weich geweſen zu ſein, ſodaß eingeſchloſſene Luft durch Expanſion die ihr nächſtliegenden Theile verändern konnte, wie man etwa durch Druck auf Glas und Harz ähnliche Erſcheinungen hervorbringt. Solche Compreſſion in der Maſſe in unmittelbarer Nähe von Luftbläschen oder Höhlungen findet ſich nach Brewſter nirgends in den auf feurigem Wege entſtandenen Mineralien, und er ſchließt daraus, die Weichheit, die der Diamant unzweifelhaft ehemals beſeſſen, ſei die eines halbeingetrockneten Gummis geweſen. [1]) Jedenfalls iſt aus dieſen Veränderungen in der Lichtbrechung der Irrthum entſtanden, als ſeien manche Diamanten doppelt brechend.

§. 175. Glanz.

Der Glanz des Diamants iſt der eigenthümliche, nicht wohl zu beſchreibende, aber leicht erkennbare **Diamantglanz**.

Dieſe lichtzurückwerfenden und lichtbrechenden Eigenſchaften des Diamants laſſen ſich übrigens bei dem rohen Steine in weit geringerm Maße wahrnehmen, als bei dem geſchliffenen. Das Aeußere der erſtern iſt gewöhnlich ſehr unanſehnlich, weil die Oberfläche der Kryſtalle ſehr oft rauh und von einer

anderes Viertel ist wasserhell mit einem Stich in eine andere Farbe, und der Rest gefärbt. Die gefärbten Diamanten bewahren übrigens am öftersten ihren Glanz und ihre Klarheit, wenn sie geschnitten sind, namentlich diejenigen von einem schönen Gelb, welche vorzüglich bei Kerzenschein die vollkommen wasserhellen an Glanz fast noch übertreffen. Man kann die Diamanten nach ihren Farbennuancen in folgende Gruppen bringen:

1.	Ungefärbt,	wasserklar,	mit ins Metallglänzende übergehendem Diamantglanz.
2.	»	»	vom hohen ersten Wasser.
3.	»	»	vom ersten Wasser.
4.	Gefärbt,	durchsichtig,	wasserhell mit einem Stich ins Gelbe, Rothe oder Blaue (vom hohen zweiten Wasser).
5.	»	»	wasserhell, gelb oder grün tingirt (vom zweiten Wasser).
6.	»	»	graulich, gelblich oder grünlich (3. Wasser).
7.	»	»	orangengelb oder zeisiggrün.
8.	»	weniger durchsichtig,	topasgelb.
9.	»	»	dunkelgrün oder dunkelgelb.
10.	»	»	mattziegelroth.
11.	»	»	ponceauroth.
12.	»	beinahe undurchsichtig,	schmuzigblau.
13.	»	» »	dunkelbouteillengrün.
14.	»	» »	braun oder schwärzlich.
15.	»	undurchsichtig,	kohlschwarz (carbonate).

Barbot soll es gelungen sein durch Anwendung chemischer Agentien bei einer höhern Temperatur den rohen Diamanten ihre Farbe zu entziehen. Grüne, rothe und gelbe wurden vollkommen wasserhell, während dunkelgelbe, braune und schwärzliche nur eine geringe Verbesserung zeigten.

Nach Murray's Angabe kommen auch theilweise gefärbte Diamanten vor, wovon sich Exemplare im brasilianischen Schatze befinden sollen. Bei manchen Diamanten ist ferner der Kern nicht rein, sondern zeigt bisweilen schwärzliche oder grünliche Flecken, Punkte oder moosartige Zeichnungen, wie in den sogenannten Moosachaten; letzteres ist besonders oft bei den grüngefärbten Steinen zu bemerken und zwar scheint die [illegible] des ganzen Steins von nen gefärbten Partien herzurühren [illegible] ganz wasserklarer lasse umgeben sind. Mand[illegible]te Federn oder prünge, die den Durchg[illegible]chwarze Dia- manten von groser Schön[illegible] sind merk-

würdigerweiſe ſo hart, daß der gewöhnliche Diamantſtaub nicht den geringſten Eindruck auf ſie zu machen pflegt, ſodaß man ihren eigenen Staub zum Schliff benutzen muß.

§. 177. Phosphoreſcenz.

Nicht nur durch Erhitzen bis nahe zum Glühen, ſondern auch durch Inſolation, d. h. durch Einwirkung der hellen Sonnenſtrahlen phosphoreſcirt der Diamant und zwar in dieſem letztern Falle noch eine geraume Zeit, nachdem er den Sonnenſtrahlen entzogen wurde. Beſonders wirkſam zeigen ſich hierbei die blauen Sonnenſtrahlen, ſodaß ſogar ein Diamant, den blauen Sonnenſtrahlen exponirt, im Dunkeln länger fortleuchten ſoll, als wenn man ihn dem vollen weißen Sonnenlichte darbietet. Durch Beſtrahlung mit rothem Sonnenlichte wird dagegen die Phosphoreſcenz bedeutend geſchwächt. Nicht nur wenn man den Diamant direct dem Sonnenlicht ausſetzt, wird er leuchten, ſondern auch wenn man ihn mit Zeugen, Leder oder Papier umhüllt. Nach einem Verſuche Barbot's zeigte er ſogar noch Spuren der Phosphoreſcenz, als er unter einer Decke von Lindenholz von mehr als 2 Millimeter Dicke den Sonnenſtrahlen exponirt worden war.

Die Farbe des Strichs iſt beim Diamanten eine graue, grauſchwarze bis ſchwarze, und zwar iſt das Pulver um ſo dunkler, je feiner daſſelbe iſt.

§. 178. Elektricität.

und endlich ganz verschwand, ohne daß ein Schmelzen wahrgenommen werden konnte. Kaiser Franz I. ließ zu Wien im Jahre 1750 für 6000 Fl. Diamanten und Rubinen, im Beisein des Chemikers Darzet, 24 Stunden lang dem heftigsten Schmelzfeuer aussetzen, wodurch die Diamanten verschwanden, die Rubinen aber nicht, sie erschienen vielmehr schöner als vorher. Französische Gelehrte setzten diese Versuche fort und am 26. Juli 1771 wurde ein prächtiger Diamant im Laboratorium des Chemikers Macquer verbrannt. Es erhob sich nun ein gewaltiger Streit. Die Thatsache war unleugbar, der Diamant war in der Hitze verschwunden; aber ob er sich verflüchtigt, oder verbrannt, oder in unsichtbare Theilchen zersprungen sei, war nicht entschieden. Da trat ein berühmter Juwelier, Le Blanc in Paris, für die Unzerstörbarkeit des Diamants in die Schranken. Er behauptete, daß er oft Diamanten einem starken Feuer ausgesetzt habe, um sie von gewissen Flecken zu reinigen, und daß sie dabei nicht den mindesten Schaden gelitten hätten. Die Chemiker d'Arcet und Rouelle forderten ihn auf, diesen Versuch in ihrer Gegenwart zu wiederholen. Er schloß darum wieder einen Diamanten in einem Gemenge von Kohle und Kreide in eine Kapsel ein und übergab ihn dem Feuer, überzeugt, daß er unversehrt herauskomme. Auch die Chemiker hatten einige Diamanten geopfert, und als diese nach dreistündigem Feuer verschwunden waren, öffnete man auch Le Blanc's Kapsel. Sein Diamant war gleichfalls verschwunden. Aber nicht lange dauerte der Triumph der Gelehrten. Ein anderer Juwelier, Maillard, übergab in des berühmten Lavoisier Gegenwart drei Diamanten, gut in Kohlenpulver verpackt, in einem irdenen Pfeifenkopfe dem heftigsten Feuer. Als man die Kapsel herausnahm, lagen die Diamanten unversehrt in ihrem Kohlenpulver. Man erkannte nun allmählich, daß nur der gänzliche Abschluß der Luft die Diamanten vor der Verbrennung schütze, daß sie aber bei Zutritt der Luft, namentlich im Sauerstoffgase mit Leichtigkeit wie gewöhnliche Kohle verbrennen, und schon Lavoisier bewies 1776, daß das Product der Verbrennung des Diamants im reinen Sauerstoffgase Kohlensäure, daß mithin der Diamant selbst nichts anderes als reiner Kohlenstoff sei, eine Thatsache, welche durch vielfache Wiederholung dieses Versuchs in der neuesten Zeit außer allen Zweifel gesetzt worden ist. Guyton de Morveau stellte durch Zusammenschmelzen von Eisen und Diamant Stahl dar, und die Versuche von Davy haben namentlich darüber entschieden, daß der Diamant keinen Wasserstoff enthält.

§. 180. Temperatur, bei welcher Diamant verbrennt.

Was die Temperatur anlangt, bei welcher sich Diamant entzündet und verbrennt, so ist eine sehr hohe Temperatur nur dann nothwend
ganzer Diamant verbrannt werden soll, während das dur
zweier Diamanten erhaltene schwarze Pulver mit große

der Spirituslampe auf einem dünnen, ſtark rothglühenden Platinbleche zum vollſtändigen und augenblicklichen Verbrennen gebracht werden kann, wobei es ebenſo lebhaft aufglüht wie Kohlenpulver, wenn es auf Platinblech gebeutet und verbrannt wird.

Kleine Diamanten verbrannte Petzholdt [1]) in ſehr kurzer Zeit auf dem Platinbleche mittels einer von unten gegen daſſelbe gerichteten Löthrohrſpiritusflamme. Dieſelben verſchwanden nach wenigen Minuten ohne Rückſtand unter lebhaftem Aufglühen vollſtändig.

§. 181. Erſcheinungen bei der Verbrennung des Diamants.

Was die Erſcheinungen während der Verbrennung des Diamants im Focus eines Brennſpiegels oder im Sauerſtoffgaſe anbelangt, ſo verdient zunächſt erwähnt zu werden, daß er unter lebhaftem Funkenſprühen mit ſehr glänzendem röthlichen Lichte verbrennt. Um zu untersuchen, ob er dabei einen Beginn der Schmelzung erleidet, ſtellte Petzholdt zwei Verſuche mit ſcharfkantigen Diamantbruchſtücken vor dem Knallgasgebläſe an, die er zu dieſem Zwecke vor ihrer vollſtändigen Verbrennung mehrmals aus der Flamme nahm und unterſuchte. Sie belehrten ihn, daß zwar eine Abrundung der Kanten ſtattfinde, wobei der Diamant riſſig wird, und ſeine Durchſichtigkeit wie ſeinen Glanz verliert, daß aber ein glasartiges Geflossenſein, was allein hier entſcheiden könnte, nicht bemerkt werden konnte. Vielmehr ſchien die Abrundung der Kanten und Ecken dadurch bewirkt zu werden, daß dieſe zuerſt verbrennen.

bemerkte man deutlich einige glänzende Punkte, die auf dem schwarzen Grunde gleichsam kochten, und als man die Sonnenstrahlen auffing, schien der Diamant roth (glühend?) und durchsichtig. Eine Wolke bedeckte nun die Sonne, der Diamant wurde viel schöner weiß wie zuvor, und als die Sonne in ihrer Kraft wiedererschien, nahm die Oberfläche einen metallischen Glanz an. Der Diamant hatte sich schon merklich verkleinert, und es war kaum mehr als ein Korn desselben übrig, von länglicher Gestalt, ohne bestimmte Ecken und Kanten, sehr weiß und schön durchsichtig. Der Versuch wurde hier unterbrochen und erst nach zwei Tagen wieder fortgesetzt, wo sich dieselben Phänomene in derselben Reihenfolge wieder zeigten, nämlich das Schwärzen der Oberfläche, die glänzenden und kochenden Pünktchen, welche nach der Stärke der Hitze verschwanden und wieder erschienen und der metallische Glanz, oder vielmehr, nach dem Ausdrucke der Umstehenden, die Bleifarbe (couleur plombée). Nach 20 Minuten war der Diamant völlig verzehrt. Bei Gelegenheit der Resultate, welche am Ende der Abhandlung von Guyton de Morveau zusammengestellt sind, sagt er: könnte man, indem der Diamant sich an seiner Oberfläche schwärzt, immer diesen schwarzen Stoff sogleich sammeln, so würde man den Diamant vollständig in Kohle verwandeln u. s. w.

Gleiches erzählt Fourcroy [1]), indem er angibt, er habe zwei kleine Diamanten in Kapellen unter Muffeln verbrannt und dieselben, als er das Verbrennen unterbrochen und sie sich abgekühlt hatten, schwarz, wie mit Ruß überzogen gefunden, sodaß sie selbst bei dem Reiben auf Papier eine leichte Spur davon hinterließen.

Clarke's [2]) Versuche mit dem Knallgasgebläse lassen etwas Aehnliches bemerken, obwol die ganze Verbrennung hierbei sehr schnell vor sich ging, indem jedesmal größerer Diamant im Vergleich mit dem, welchen Guyton de Morveau verwendete, in drei Minuten vollständig verbrannt war, während jener kleinere 20 Minuten brauchte. Bei dem ersten Eintreffen der Flamme des Gebläses wurde er wasserhell und farblos (er hatte ursprünglich Bernsteinfarbe und war ein Oktaëder krystallisirt; dann zeigte er sich in schwacher weißer Farbe; darauf wurde er ganz undurchsichtig und gleich Elfenbein, und dabei verminderte er sich in Größe und Gewicht. Nach diesem verschwand eine der Ecken des Oktaëders und die Oberfläche desselben bedeckte sich mit Blasen; endlich brannten die Ecken fort und es blieb blos ein längliches Kügelchen zurück, welches einen noch starken Metallglanz hatte. Zuletzt war alles verflüchtigt, ohne daß irgendein Theilchen zurückblieb. Endlich reihen sich noch die Beobachtungen

1) Gilbert's Annalen der Physik, IV, 408.

2) Ebendas., LV, 20.

Macquer's [1]) hier an, indem er ſagt, er habe einige Diamanten gehabt, bei denen dieſe ſchwarze, gleichſam kohlenartige und dem Lampenſchwarz ähnliche Materie auf der Oberfläche ſo häufig erſchien, daß ſie die Finger ſchwärzte und auf weißem Papier abfärbte, und diejenigen Murray's [2]), welcher gleichfalls einen Diamant, welchen er, auf Bittererde liegend, dem Knallgasgebläſe ausſetzte, ſich ſchwärzen ſah.

Aus allen dieſen Beobachtungen folgt, daß durch die Verbrennung des Diamants unkryſtalliſirter Kohlenſtoff entſteht, welcher ſchwarz ausſieht und, wenn er in größerer Menge vorhanden iſt, abfärbt. Aus dieſen Beobachtungen wird zugleich noch ein anderer Umſtand klar. Es beſitzen nämlich viele rohe Diamanten gleich von Natur aus einen metallähnlichen ins Bleigraue übergehenden Glanz oder auch bisweilen ſchwärzliche Flecken, welche, an der Oberfläche haftend, durch ſtarkes Glühen des Diamants oder durch Abſchleifen wegzuſchaffen ſind. Auch dieſe Erſcheinungen ſind durch Vorſtehendes erklärt; es iſt nicht kryſtalliſirter Kohlenſtoff.

Die neueſten Unterſuchungen über die Verbrennung des Diamants rühren von den Gebrüdern Rogers, Jacquelain und Despretz her. R. E. und W. B. Rogers geben an [3]), daß der Diamant durch eine Miſchung von zweifach chromſaurem Kali und Schwefelſäure bei 180° bis 230° zu Kohlenſäure oxydirt werde.

Jacquelain und Despretz bedienten ſich zu ihren Unterſuchungen außer

eiß, undurchsichtig und die Elektricität nicht leitend. Bei andern Versuchen rsplitterte der Diamant und die Fragmente waren kohlenartig.

Despretz [1]) kam zu den Resultaten, daß im luftleeren Raume und unter m Einflusse von 500—600 Bunsen'schen Paaren, die in fünf oder sechs Reihen sponirt sind, die Kohle sich offenbar verflüchtigt; daß in einem Gase die Verchtigung langsamer vor sich geht, aber gleichfalls stattfindet, daß bei der so hergebrachten Temperatur die Kohle gebogen, zusammengeschweißt und geschmolzen rden kann; daß jede Art von Kohle um so weicher wird, je längere Zeit der Hitze ausgesetzt ist, und daß sie sich zuletzt in Graphit verwandelt; daß r reinste Graphit sich allmählich verflüchtigt wie andere Kohle, und daß der i einem solchen Versuche unverflüchtigt zurückbleibende Theil immer noch Graphit , daß der Diamant unter dem Einflusse solcher Hitze sich wie jede Kohle in raphit verwandelt und, wie jede Kohle, bei hinlänglich längerm Erhitzen gemolzene Kügelchen gibt, daß es endlich unwahrscheinlich ist, den Diamant s durch Einwirkung starker Hitze auf organische oder kohlenartige Substanzen bildet zu betrachten.

§. 182. Verhalten des Diamants gegen chemische Agentien.

Kein Auflösungsmittel, keine Säure vermag den Diamant aufzulösen oder zersetzen und dadurch lernte man ihn zuerst von den meisten übrigen Edelinen unterscheiden, die ihres Kieselerdegehalts wegen wenigstens der Flußure nicht zu widerstehen vermögen. Seltsam genug ist es daher, daß bei n Alten der Glaube entstehen konnte, daß ihn Bocksblut auflöse. Noch im ercival" wird erzählt, daß ein Schelm den Diamanthelm des Helden heimlich t Bocksblut bestrich und daß dieser dadurch in kurzem weicher ward als ein hwamm.

§. 183. Beimengungen.

Bei den optischen Eigenschaften des Diamants wurde schon erwähnt, daß r Diamant auch gefärbt vorkomme, ja daß er kleinere oder größere, verschiengefärbte Flecken, Punkte und moosförmige Zeichnungen in größerer oder ringerer Anzahl bisweilen wahrnehmen lasse. Der Grund dieser Farbenrschiedenheit kann natürlich nur in der Beimengung fremdartiger Bestandeile liegen, wie dies ja auch bei andern gefärbten Steinen der Fall ist, obol es bei dem Diamant bisher noch nicht hat glücken wollen, direct nachzueisen, was für Körper z. B. die blaue und welche Körper eine andere Farbe dingen. Der Umriß der Flecken oder Punkte ist nach Petzholdt allemal harf und wohl begrenzt, obwol dieser Umstand nur in den meisten Fällen

1)

bei ſtarker Vergrößerung zu Geſicht kommt, während man mit dem bloßen Auge oder bei ſchwacher Vergrößerung ſehr oft wähnt, ſie ſeien verwiſcht und verſchwämmen allmählich mit der übrigen Maſſe des Diamants. Ihre Größe iſt ebenfalls verſchieden, ſelten größer als 0,1 pariſer Zoll, gewöhnlich jedoch viel kleiner und dem unbewaffneten Auge blos als Staub erſcheinend. Hinſichtlich der Form erſcheinen ſie als Schuppen, Blätter, Splitter von wechſelnder Dicke, bisweilen aber auch als derbere, rundliche Körper. — Petzholdt [1]) unterſuchte dieſe Flecken genauer, theils in noch unverſehrten, theils in Aſchen verbrannter Diamanten und glaubte darin Spuren von vegetabiliſcher Zellenbildung zu erkennen. Wöhler [2]) jedoch, der eine große Anzahl Diamanten mit Einſchlüſſen unter dem zuſammengeſetzten Mikroſkop unterſuchte, konnte in keinem etwas entdecken, was auf eine organiſche Structur ſchließen ließ. Er fand, daß ein durch fremdartige Theile grün gefärbter Kryſtall, vor dem Löthrohre bis zum Glühen erhitzt, braun wurde, wohingegen braune Flecken in einem andern Kryſtall durch Glühen ihre Farbe nicht veränderten.

Auch Göppert [3]), welcher jede Gelegenheit benutzte, um die mit Flecken verſehenen Diamanten mikroſkopiſch zu unterſuchen, ſtimmt nicht mit Petzholdt's Anſichten überein. In mehreren Fällen fand er wie Brewſter, daß die ſchwarze Farbe nicht durch Farbeſtoff, ſondern durch eine große Menge darin enthaltener Höhlen hervorgebracht wurde. Bei einem kleinen Brillanten dagegen beobachtete er in zwei nelkenbraun gefärbten, mit Sprüngen in Verbindung ſtehenden Flecken [illegible] ähnliche Bildungen, von denen ſich

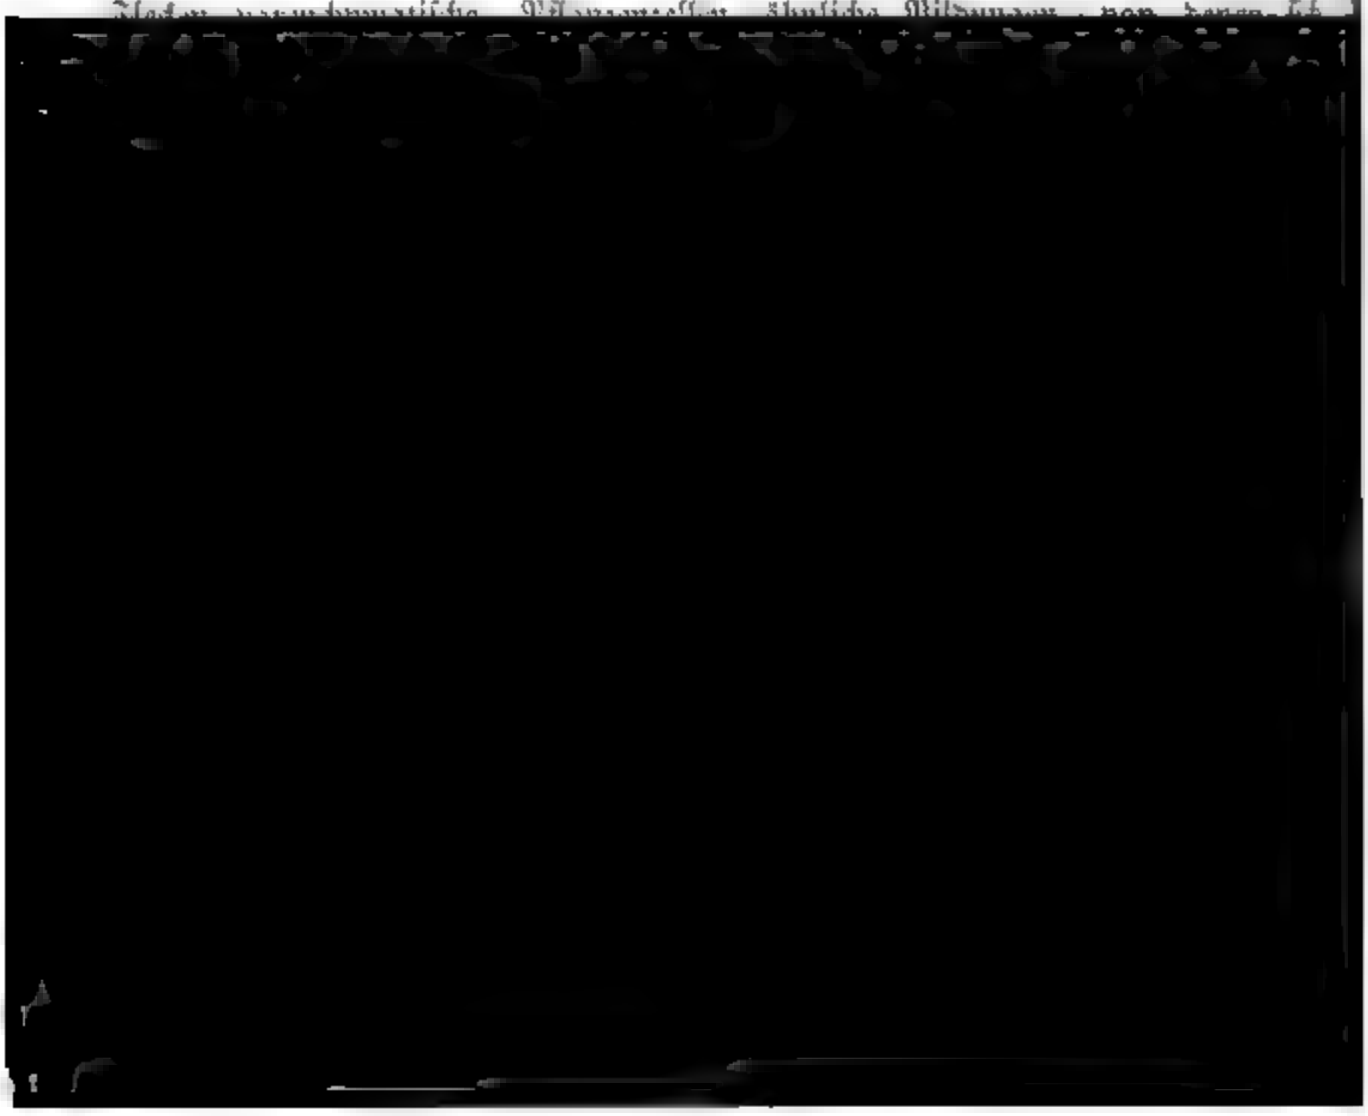

Dieſelben blieben in der Rothglühhitze unverändert, was beweiſt, daß ſie Sauerſtoff, Stickſtoff und Waſſerſtoff nicht enthielten und zugleich Liebig's Meinung unwahrſcheinlich macht, daß die Diamanten durch eine Verdichtung und Veränderung (éremacausie) vegetabiliſcher Materie entſtanden ſeien, wenn auch andererſeits ihr unorganiſcher Urſprung dadurch noch nicht erwieſen wird. Die Aſchen, die man bei dieſen Analyſen erhielt, waren gelblich; die von einem Diamant betrug über 2 Proc., ſie behielt die Form des Diamants bei und ſchien unter dem Mikroſkope zuſammengeſetzt aus eiſenſchüſſigem Thon und aus kleinen transparenten Kryſtallen, deren Form nicht beſtimmt werden konnte.

§. 184. Entſtehung des Diamants.

Trotz der großen Verſchiedenartigkeit der Anſichten, die in Betreff der Art und Weiſe der Bildung des Diamants aufgeſtellt worden ſind, ſo können ſie doch ſämmtlich unter zwei Hauptrubriken gebracht werden: entweder läßt man ihn durch Hitze aus Kohlenſäure oder Kohlenſtoff unmittelbar entſtehen, oder man hält dafür, daß er ſich durch langſame Zerſetzung von Pflanzenſtoffen gebildet habe.

Leonhard [1]) meint, daß die Diamanten durch Sublimation von Kohlenſtoff aus den Tiefen der Erde entſtanden ſeien. Parrot [2]) betrachtet die Diamanten als Erzeugniſſe der vulkaniſchen Thätigkeit, als Producte der Einwirkung ihrer Hitze auf kleine Kohlenſtückchen. Zu dieſer Anſicht wurde er zunächſt durch ſeine genauere Unterſuchung der ruſſiſchen Diamanten geführt, wobei er gewiſſe Texturverhältniſſe, wie Riſſe und Sprünge im Innern und ſchuppige Erſcheinung der äußern Oberfläche, verbunden mit ſchwarzen ſtructurloſen und für Kohle zu haltenden Einſchlüſſen, nur dadurch erklären zu können meinte, daß er annahm, eine ſtarke Rothglühhitze habe die Kohle geſchmolzen und durch darauffolgende ſehr ſchnelle Abkühlung ſeien nachher jene Sprünge im Innern und durch Abſpringen einzelner Theilchen von der äußern Oberfläche jene ſchuppigen Gebilde außen entſtanden.

Göbel [3]) ſagt, der Kohlenſtoff ſei bei hoher Temperatur aus Kohlenſäure als Diamant durch die Einwirkung reducirender Stoffe, wie Magneſium, Calcium, Aluminium, Silicium, Eiſen u. ſ. w. abgeſchieden worden. Nach Hausmann [4]) endlich ſoll bei der Bildung des Diamants die Elektricität und zwar als Blitz durch Zerſetzung der Kohlenſäure mitgewirkt haben, weil nach den Ausſagen der älteſten, in dieſem Fache erfahrenſten Diamantgruben-

---

1) [redacted]

2) [redacted]

3) [redacted]

4) [redacted], Art. „Diamant".

arbeiter da, wo ſich die meiſten Diamanten finden, auch die ſogenannten Blitzröhren (Fulgurite) am häufigſten angetroffen werden.

Was nun die andere Reihe von Anſichten betrifft, denen zufolge der Diamant vegetabiliſchen Urſprungs ſein ſoll, ſo ſteht hier Newton [1]) an der Spitze, der, ehe man noch etwas von der chemiſchen Beſchaffenheit und Brennbarkeit des Diamants wußte, aus ſeiner großen Lichtbrechungskraft ſchloß, daß er ein coagulirter, fetter oder öliger Körper ſei und dadurch zuerſt auf den vegetabiliſchen Urſprung hinleitete.

Entſchiedener ſprach ſich Jameſon [2]) über den vegetabiliſchen Urſprung des Diamants aus, indem er meinte, daß der Diamant, als eine Form des reinen Kohlenſtoffs, aus den Säften irgendeiner Pflanze ausgeſchieden ſein dürfte, ebenſo wie ſich Kieſelerde in den Knoten einiger rohrartiger Pflanzen, wie z. B. im Bambus, abſetzt als ſogenannter Tabaſchir. Den Beweis für ſeine Anſicht ſucht er zunächſt in der auffallenden Härte einiger Hölzer, z. B. der Metrosideros vera und anderer, welche er dem Kohlenſtoffe, der ſich dem Diamantenzuſtande nähere, zuſchreibt. Endlich bekennt ſich auch Brewſter [3]) zu der Hypotheſe der vegetabiliſchen Abkunft und glaubt aus der polariſirenden Structur des Diamants ſchließen zu können, daß derſelbe einſt im weichen oder teigartigen Zuſtande ſich befunden habe, keineswegs aber ein Feuergebilde ſei. Er behauptet ferner, daß die einſtige Weichheit des Diamants jener eines halberhärteten Gummis am nächſten geſtanden haben müſſe, und daß derſelbe, gleich dem Bernſtein, aus dem Pflanzenreiche abſtamme und Reſultat ſtattgefundener

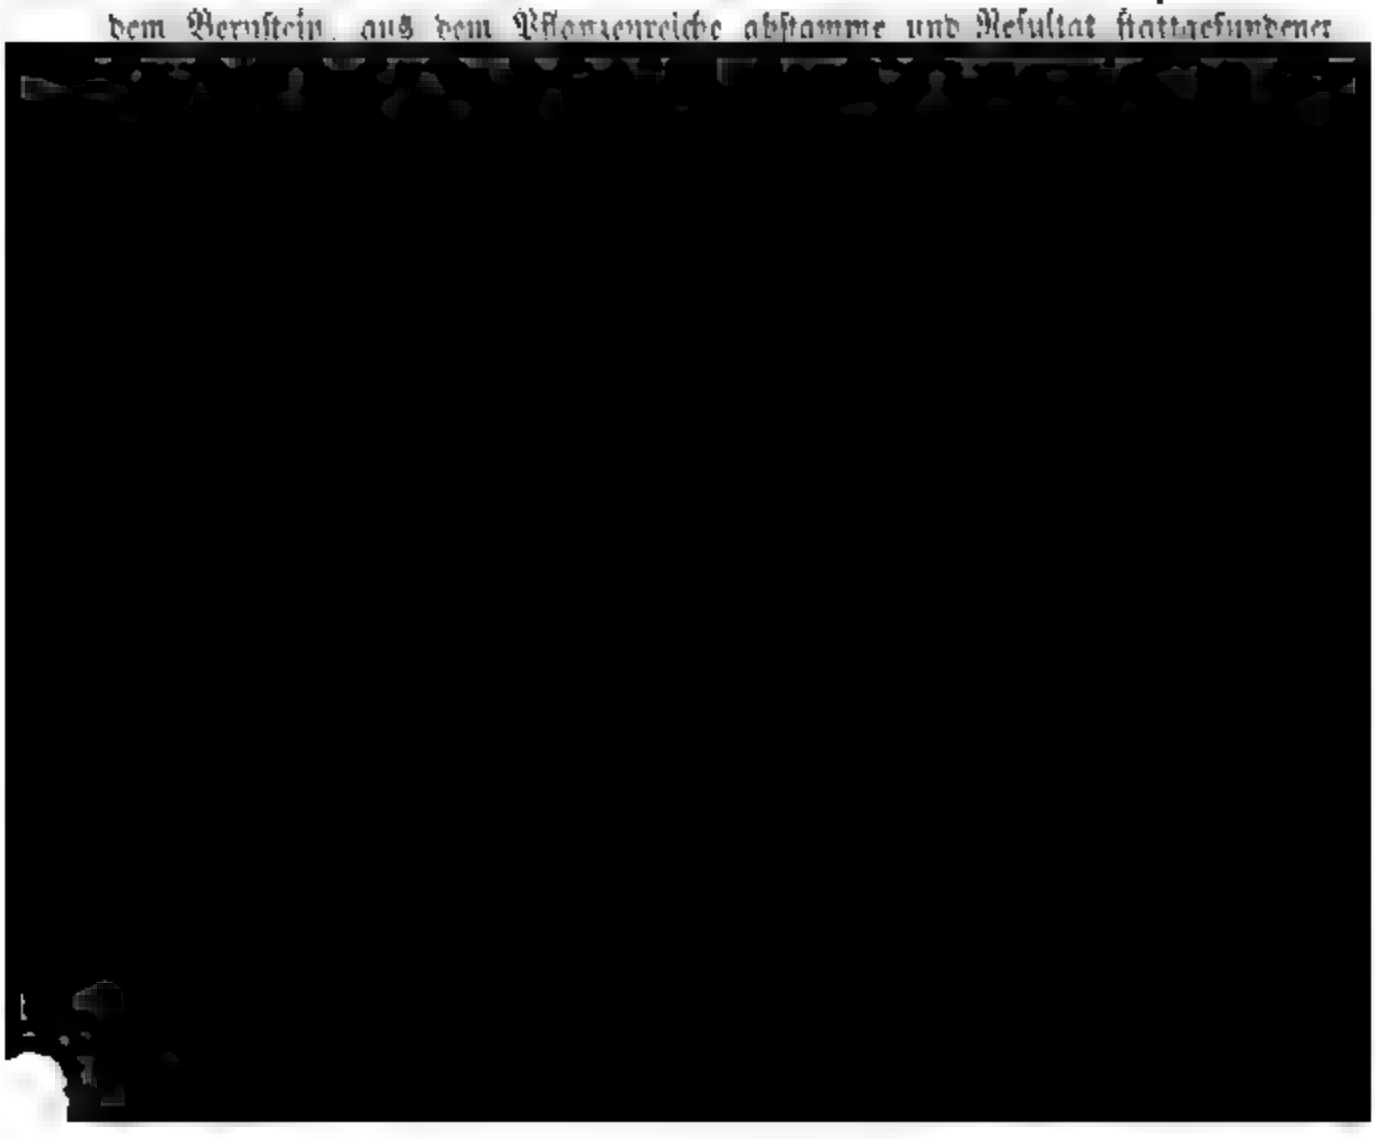

gung der kohlereichsten, krystallinischen Substanz, des farblosen Naphthalins aus gasförmigen Kohlenwasserstoffverbindungen, eine an Kohlenstoff stets reichere Verbindung gebildet werden, aus der sich zuletzt als Endresultat ihrer Verwesung Kohlenstoff in Substanz, und zwar krystallinisch abscheiden muß. Die Wissenschaft bietet in allen Erfahrungen, die man kennt, außer dem Processe der Verwesung keine Analogien für die Bildung und Entstehung des Diamants dar. Man weiß gewiß (?), daß er seine Entstehung nicht dem Feuer verdankt, denn hohe Temperatur und Gegenwart von Sauerstoff sind mit seiner Verbrennlichkeit nicht vereinbar; man hat im Gegentheil überzeugende Gründe, daß er auf nassem Wege, daß er in einer Flüssigkeit sich gebildet hat, und der Verwesungsproceß allein gibt eine bis zu einem gewissen Grade befriedigende Vorstellung über seine Entstehungsweise.

Was für eine kohlenwasserstoffreiche Pflanzensubstanz es gewesen sei, durch deren Verwesung der Diamant gebildet wurde, und welche besondere Bedingungen erfüllt werden mußten, um den Kohlenstoff krystallinisch zum Vorschein kommen zu lassen, das ist uns freilich bisjetzt noch unbekannt; nur so viel wissen wir noch, daß der ganze Proceß äußerst langsam vor sich gegangen und keineswegs durch höhere Temperatur beschleunigt worden sein wird, weil sonst der Kohlenstoff nicht hätte krystallisiren können, sondern im Gegentheil als schwarzes Pulver sich abscheiden mußte.

Auch Wöhler [1]) ist der Ansicht, daß der Diamant nicht in hoher Temperatur, am wenigsten aber durch Schmelzung entstanden sei.

G. Wilson [2]) hat die Ansicht ausgesprochen, daß der Diamant möglicherweise aus Anthracit entstanden sei, ohne Aenderung des festen Zustandes. Indem der Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Schwefel nebst einem Theile des Kohlenstoffs allmählich in Form von flüchtigen Verbindungen ausgetreten seien, habe der Ueberschuß an Kohlenstoff bei dem geänderten Gleichgewichtszustande der Atome den krystallinischen Zustand annehmen können. Bei niedrigerer Temperatur und langsamerm Verlaufe dieses Processes habe sich Diamant bilden können, bei hoher Temperatur und bei schnellerm Verlaufe des Processes habe Graphit entstehen müssen.

Durch das Auffinden von Diamanten im Muttergestein, im Itakolumit, haben übrigens die Meinungen von der organischen Abkunft der Diamanten einen starken Stoß erlitten. Aus der Betrachtung der Mineralien, welche ihn im frischen und zersetzten Itakolumit und glimmerhaltigen Quarzgestein auf mit Augitporphyren und Dolomit in Verbindung stehenden Lagerstätten be-

1) Handwörterbuch der Chemie, [illegible]
2) Proceed. of the royal Soc. of

gleiten, ſchließt A. Favre [1]) auf die Entſtehung des Diamants zurück. Da von dieſen nämlich die große Mehrzahl aus Chlorverbindungen bei erhöhter Temperatur ſich künſtlich nachbilden läßt, ſo ſei wahrſcheinlich auch der Diamant auf dieſe Weiſe entſtanden und für die Nachbildung deſſelben ſei Chlorkohlenſtoff der am meiſten verſprechende Ausgangspunkt. Auch Deville deutet in ſeiner neueſten Abhandlung [2]) auf die Entſtehung des Diamants aus Chlorkohlenſtoff hin.

Dieſen Theorien der Diamantbildung gegenüber iſt ganz vor kurzem von Simmler in Breslau eine andere Hypotheſe entgegengeſetzt worden, welche eine Kryſtalliſation des Kohlenſtoffs aus einer flüſſigen Auflöſung annimmt. Schon vor längerer Zeit hatten Fuchs und Reinſch ſich dahin ausgeſprochen, daß der Diamant ſeinen Urſprung der Kohlenſäure zu verdanken habe und durch Reduction aus derſelben, ſei es in hoher oder niederer Temperatur, hervorgegangen ſei. Dieſe hatten freilich nur die gewöhnliche luftförmige Kohlenſäure oder ihre wäſſerige Auflöſung im Auge und vermochten über den Weg, welchen die Natur zur Reduction derſelben einſchlagen ſollte, keinerlei Andeutung zu geben. Simmler weiſt nun auf jene flüſſige Kohlenſäure hin, welche zuerſt von Thilorier im Jahre 1835 unter Anwendung eines gewaltſamen Druckes

[redacted]

Ursprung des Diamants hinzudeuten schien, hiernach aber viel mehr Verwandtschaft mit den Erscheinungen eines ungleich gepreßten Glases hätte. Wenn sich nun durch diesen Druck der eingeschlossenen Kohlensäuretropfchen die Höhlung etwas erweiterte, so mußte namentlich bei erhöhter Temperatur die ganze Flüssigkeit allmählich in die Gasform übergehen. Dies würde mit dem Nichtvorkommen von Flüssigkeiten in den Höhlungen der Diamanten im Einklange stehen.

Der Schoß der Erde birgt ungeheuere Mengen von Kohlensäure. Die nassauer Sauerquellen liefern allein mehr als 10000 Ctr. jährlich und eine einzige Gasquelle führt 2617 Ctr. jährlich der Atmosphäre zu. Es ist daher keineswegs gewagt und in der That von manchem tüchtigen Forscher, wie Gustav Bischof, unternommen worden, auch ein tropfbarflüssiges Vorkommen der Kohlensäure im Innern der Erde anzunehmen. Manche Erscheinungen, wie die sogenannten Blasen in Steinkohlenbergwerken und das Knistersalz von Wieliczka dürften vielleicht als eine Bestätigung gelten können. Ein eigentlicher Nachweis dürfte freilich schwer zu führen sein.

Obgleich man den Diamant in seinem Muttergestein, dem Itakolumit, gefunden hat, so ist doch damit über sein Alter noch nichts erwiesen, denn es ist möglich, ob der Itakolumit neptunischen oder plutonischen Ursprungs ist. Die größere Wahrscheinlichkeit spricht allerdings für die erstere Annahme, sodaß er für einen glimmerreichen Sandstein zu halten wäre, der in demselben ursprünglichen Zusammenhange mit den Graniten und Gneisen stünde, die er umgiebt, wie das Rothliegende mit den Porphyrbergen, die es umgibt. Das Vorkommen des Diamants im Itakolumit wäre also kein ursprüngliches, und seine Entstehung offenbar in die Metamorphosenperiode der großen Granit- und Gneisregionen Brasiliens, Nordcarolinas und Rußlands zu setzen. Nach Simmler's Annahme hätte sich die Kohlensäure zu jener Zeit in zahlreichen Höhlungen angesammelt, durch eigenen Druck verdichtet, und bereits vorhandenen oder erst gebildeten Kohlenstoff aufgelöst. Bei später abnehmendem Druck wäre dann die Kohlensäure durch Risse und Spalten langsam verdunstet und die Diamantkrystallisation hätte ihren Anfang genommen. Wo der Druck einmal plötzlich nachließ und also eine sehr schnelle Verdunstung der Flüssigkeit erfolgt, wäre jener derbe, oft in ansehnlichen Stücken vorkommende schwarze Diamant gebildet worden, der im Handel als „Carbonate" bekannt ist. Auch jene rauhe, schuppige, kreisförmige Rinde, welche häufig die rohen Diamanten umgiebt, könnte vielleicht als eine solchen plötzlichen Beschleunigung der Verdunstung zu erklären, also Kohlenstoff sein, der sich granulirt auf die Oberfläche des langsam gebildeten Diamanten niedergeschlagen hätte. Es ist nicht zu leugnen, daß manche räthselhafte Erscheinung, die bei Diamanten beobachtet wurde, durch die Simmler'sche Hypothese eine gewisse Erklärung findet, so das Vorkommen von eingeschlossenen Quarzplättern, selbst von Zellgeweben,

sofern sich letzteres bestätigen sollte, im Innern von Diamanten, ferner jene eigenthümliche Form eines rohen Diamanten im Britischen Museum, der eine ziemlich große Höhle besitzt, aus welcher ein kleiner gelber Diamant über die Oberfläche des andern hervorragt, als ob er offenbar in flüssigem Zustande herausgedrungen sei; endlich die so seltsame Erscheinung jenes großen Diamanten, in dessen schwarzer Höhle Tavernier 8—9 Karat einer schwarzen, kohlenartigen Materie fand, die er boue végétale nannte.

Welcher dieser Theorien die Zukunft den Siegespreis zusprechen wird, muß dahingestellt bleiben. Wäre es die letzterwähnte, so würde unzweifelhaft der künstlichen Darstellung von Diamanten keine große Schwierigkeit im Wege stehen. Der Verdunstungsproceß würde leicht mit großer Sicherheit geregelt werden können und der Kunst dürfte es vorbehalten sein, größere und schönere Krystalle zu liefern, als die Natur sie zu bieten vermag.

§. 185. Bildung künstlicher Diamanten.

Sämmtliche Versuche künstlicher Diamantenbildung, und es sind deren viele gemacht worden, lassen sich mit Ausnahme der eben angeführten auf zwei Voraussetzungen zurückführen: entweder glaubte man nämlich versuchen zu müssen, ob man den Kohlenstoff schmelzen könne, oder man bemühte sich, Kohlenstoff aus kohlenstoffreichen Verbindungen durch Zerlegung derselben im krystallisirten Zustande auszuscheiden. Die Versuche der zwei-

stoff darzustellen, Despretz gemacht. Er versuchte es, durch eine mittels des Inductionsstromes hervorgebrachte langsame Verflüchtigung zum Ziele zu gelangen. [1]) Er nahm einen doppelt tubulirten Ballon, der wie das elektrische Ei eingerichtet war; an dem untern eingelassenen Drahte befestigte er einen Cylinder von reiner Kohle; derselbe war einige Centimeter lang und hatte 1 Centimeter im Durchmesser, an dem obern Drahte befestigte er ein Bündel feiner Platindrähte. Die Entfernung der Kohle von den Platindrähten betrug 5—6 Centimeter. Der Ballon wurde luftleer gemacht und mittels des von Ruhmkorff construirten Apparats der Inductionsstrom hindurchgeleitet. Der Lichtbogen war von der Kohle bis nahe zum Platin röthlich; der Theil, welcher die Enden der Platindrähte umgab, war blau violett. Der Strom wurde durch vier Daniell'sche Elemente, von denen je zwei und zwei combinirt waren, hervorgebracht. Der Versuch dauerte über einen Monat ununterbrochen fort, abgesehen von der zur Wiederfüllung des Apparats erforderlichen Zeit. Die Platindrähte waren oben angebracht, um nicht kleine Kohlenstäubchen mit den vielleicht sich bildenden Krystallen zu verwechseln. Es bildete sich auf den Platindrähten eine dünne schwarze Schicht. Dieselbe ließ unter der Lupe nichts Besonderes erkennen; unter dem zusammengesetzten Mikroskop wurden jedoch bei einer etwa dreißigfachen Vergrößerung besonders an den Enden der Drähte einige kleine Octaëder wahrgenommen. Ein geübter Krystallograph, Delafosse, erkannte ebenfalls schwarze, an den Ecken abgestumpfte Octaeder und kleine weiße Octaeder.

Wurde statt der Platindrähte ein Platinblech angewendet, so setzten sich keine Krystalle ab.

Bei einem andern Versuche wurde ein Cylinder von reiner Kohle an dem positiven Pole einer schwachen Daniell'schen Batterie befestigt, und ein Platindraht an dem negativen; beide Pole wurden in schwach angesäuertes Wasser getaucht. Der Versuch wurde über zwei Monate fortgesetzt. Der negative Pol bedeckte sich mit einer schwarzen Schicht, in der jedoch unter dem Mikroskop keine Krystalle erkannt werden konnten.

Die kleine Menge jenes Staubes, welcher sich auf dem Bündel von Platindrähten abgelagert hatte, wurde mit ein wenig Oel gemengt, und es gelang damit in kurzer Zeit mehrere Rubine zu poliren. Bekanntlich ist der Diamant der einzige Körper, welcher Rubin polirt.

Der auf nassem Wege erhaltene Staub erforderte, obgleich er in größerer Menge angewendet werden konnte, längere Zeit, um dieselbe Politur hervorzubringen.

---

1) Compt. rend., September 1853, S. 369.

Man kann also nach diesem im kleinen geglückten Versuche doch nicht geradezu leugnen, daß wenigstens die Möglichkeit gegeben ist, diese Krystallisationen in compacter Masse herzustellen, um dadurch die Herstellung brauchbarer Diamanten zu verwirklichen.

Vorkommen, Gewinnung und Productionsquantum der Diamanten.

§. 186. Nach seinem bisherigen Vorkommen im Seifengebirge hat der Diamant mit der Perle das gemein, daß er in größern Individuen außerordentlich selten, in kleinern hingegen weit häufiger angetroffen wird.

Als Fundorte von Diamanten sind mit Hinzunahme der neuesten Entdeckungen bekannt: Vorderindien, Sumatra, Borneo, Brasilien, einige Punkte in Nordamerika, der Ural und Australien.

Man hat noch verschiedene andere Punkte der Erde als Diamantfundorte angegeben, die sich jedoch nicht als solche bestätigt haben. Im Jahre 1833 wurde berichtet [1]), man habe im Goldsande des Flusses Gumel in der algierischen Provinz Konstantine drei Diamantkrystalle entdeckt. Dieselben waren von Herrn Pelouze, sardinischem Consul, von einem Eingeborenen aufgekauft worden und gingen später in den Besitz der Herren Dufrènoy, Brogniart und de Dré über; die Erhebung Algiers aber zu einem Diamantenlande scheint zu den Mitteln gehört zu haben, durch welche die Behauptung Algiers den Franzosen plausibel gemacht werden sollte. Merkwürdig ist allerdings ein Bericht des

mantenführenden Seifengebirges hat Karl Ritter daſſelbe in fünf Gruppen eingetheilt. [1]) Er erläutert nicht nur die Topographie dieſer Diſtricte und gibt nicht nur eine Geſchichte der Diamantengewinnung in denſelben, ſoweit ſie ſich aus dem ſorgfältigſten Studium der alten und neuen Literatur ſchöpfen ließ, ſondern auch eine Zuſammenſtellung verſchiedener Anſichten über die Entſtehung der Diamanten, und Bemerkungen über die geognoſtiſchen Verhältniſſe, welche wir excerptiv vorausſenden wollen, ehe wir zu den Beobachtungen Jacquemont's und anderer neuerer Reiſenden übergehen. Sich an B. Heyne und Voyſey, Kapitän Franklin und Adams haltend, ſagt er von den erſtern im allgemeinen:

„Beide ſtimmen darin überein, daß es überall nur eine jüngere Schicht aufgeſchwemmten Bodens ſei, ein Conglomerat aus gerundeten Kieſeln, eine Sandſteinbreccie, welche die Diamantenlager enthalte. Ferner ſind die Diamanten keineswegs durch die ganze Maſſe dieſes Conglomerats zerſtreut, ſondern nur in einem gewiſſen ganz eigenthümlichen Stratum vorkommend, das, nach B. Heyne, härter als die übrigen und höchſtens nur 1 Fuß mächtig iſt, aber durch ganz Indien, wo Diamanten vorkommen, ganz dieſelbe Matrix dieſer Edelſteine ſei. Voyſey, der dies Geſtein eine Sandſteinbreccie nennt, ſagt, es liege unter einer feſten Sandſteinſchicht und beſtehe aus einem ſchönen Gemenge von rothen und gelben Jaspisſtücken, aus Quarzen, Chalcedonen, Hornſteinen von verſchiedenen Farben, die ein quarziges Cement verbinde. Dies gehe in eine Art Puddingſtein mit gerundeten Kieſeln, durch thonige Kalkerde verbunden, über, mit lockerer Textur, welche vorzugsweiſe die Diamantſchicht ſei. Dies Geſtein ſei irrig Amygdaloid (Mandelſtein) oder Wacke genannt worden, woraus andere Kegelberge des Plateau beſtänden, aber keineswegs die flachrückigen Anhöhen und Schuttberge, in denen man die Diamanten ſuche. Ganz dieſelbe Gebirgsart des Conglomerats breitet ſich auch weiter ſüdwärts vom Pennar an der Oſtſeite der Plateauhöhen durch Myſore, von Arcote weſtwärts bis Chittledrug und Hurrihur aus, aber dort, bemerkt ſchon Fr. Buchanan ausdrücklich, enthalte es niemals Diamanten."

§. 188. 1. Die Cuddapahgruppe der Diamantlager am Pennarfluß.

Die ſüdlichſte Gruppe der Diamantlager beginnt erſt mit der Umgebung von Cuddapah am Pennar, dort ſollen ſie ſeit mehreren hundert Jahren mit verſchiedenem Glücke bebaut ſein. Es ſind verſchiedene Orte, bei denen man ſie nahe beiſammen gewinnt: bei Cuddapah ſelbſt am Pennar, dann bei Condapetta und Ovalumpally, aber auch zu Landur und Pimchetgapadu, noch weiter das Pennarthal aufwärts bis Gandicotta, nach Rennell, und ſelbſt bis Gutidrug.

---

1) Erdkunde, IV, 343.

Um Cuddapah (475 Fuß über dem Meere) besteht das Conglomeratlager aus einer Erddecke, die 10—20 Fuß mächtig ist; die Berggipfel steigen etwa noch 1000 Fuß höher über dasselbe empor; ihr Fuß ist überall mit losen Geschieben bedeckt. Die Schichten folgen so aufeinander: zu oberst $1\frac{1}{2}$ Fuß Sand, Grus mit Lehm; dann ein zäher blauer oder schwarzer, schlammiger Boden ohne alle Steine, 4 Fuß mächtig. Unter diesem folgt das Diamantlager, welches vom vorigen durch die vielen, eingebetteten, großen, gerundeten Steine sich unterscheiden läßt. Es ist 2—$2\frac{1}{2}$ Fuß mächtig und besteht aus Kieseln und Grus, die durch Lehm verbunden sind. Im Gebiet von Ellore ist dieses durch ein mächtiges Kalktufflager bedeckt. Die Kieselstücke sind von sehr verschiedener Art, häufig verwittert, und haben bei den Diamantensuchern verschiedene Namen: 1. Tella Vendu, weiß, erdig, stumpfkantig; 2. durchsichtiger Quarz, gelblich; 3. Pistazit; 4. Gajja Vendu; 5. rothe, blaue, braune Jaspiskiesel, 6. Karla, basaltische Kiesel; 7. Sandsteine mit Scherkrusten; 8. Kanna, basel nußgroße Körner von runden Eisensteinen, welche die wichtigsten Kiesel in den Ovalumpally-Minen bilden; 9. Korund. In den mehr nördlichen Diamantgruben zu Partal bei Ellore, am untern Kistna, kommen zu diesen noch Chalcedon- und Karneolkiesel. Die größern, kopfgroßen Geschiebe, meist aus Hornstein, Trümmer aus den benachbarten Gebirgszügen, bilden um Cuddapah die größte Masse des Diamantenstratums.

Die Ovalumpally Minen liegen wie die genannten auf dem rechten Ufer des Penner, nur einige Stunden im Westen von Cuddapah; hier kennt die

sich erhebt. Der Diamantdistrict von Banganpally (Banaganpilly, nur 1 Stunde von der neuen Stadt Kottapettah entfernt, aber 10 geogr. Meilen in Nordost von Gutidrug, nach B. Heyne) liegt nur 5 Stunden westwärts von Nandial, von Bergzügen umgeben, deren plateauartige, flache Rücken sich wol an 8 Stunden weit ausdehnen und mit Ackerboden bedeckt wahre Tafelberge niedriger Art sind, welche sich erst in weiterer Ferne, gegen Norden und Süden, an die eigentlichen höhern Bergketten anschließen. B. Heyne sagt, die Gruben lägen in den Kegelbergen, die 100—200 Fuß hoch sind; sie seien aber nicht über 20 Fuß tief. Voysey, der dieselben Minen im Jahre 1821, also später als Heyne, besuchte, berichtigte dessen Ansicht, indem er bemerkte, daß nur allein in den Schutthöhen und Seitenhügeln seit vielen Jahren immer wieder nach Diamanten gesucht werde, da die Meinung herrsche, als wachse der Diamant nach und aus den kleinern Stücken entständen größere Massen.

Voysey fand hier ein Dutzend Parteien, jede zu sieben bis acht Mann, deren jede einen besondern Schutthügel bearbeitete. Alle waren Dhers, oder von verstoßener Kaste, arme, elende Menschen, ohne Aufseher. Die Diamantschicht zieht sich auch hier nur am Fuße der Höhen umher und hat höchstens einen Fuß Mächtigkeit, und die Schicht darüber und darunter ist durch eine weit größere Menge gerundeter Kiesel unterschieden. Die Diamanten sind hier zwar kleiner als die um Cuddapah, aber auskrystallisirt, da jene dies häufig nicht sind, oder vielleicht auch erst durch Friction gerundet und abgerieben. Das hiesige Diamantstratum, sagt B. Heyne, liegt 10—20 Fuß tief unter der Oberfläche, da das zu Cuddapah nur 3—6 Fuß unter der Oberfläche sich findet; die am untern Kistna, um Ellore, bei Malavilly und Partal, liegen ebenfalls 20 Fuß tief, übrigens in ganz gleichen Verhältnissen. In allen diesen Gruppen kommt immer nur ein einziges Diamantenstratum vor, niemals eine Wiederholung desselben, etwa in größerer Tiefe. Die meisten hier in diesem Gesteine eingebackenen und mehr oder weniger leicht abzulösenden oder lose liegenden Diamanten haben die Krystallisationsform der Doppelpyramide, des Dodekaëder und der Linse. Zur nassen Jahreszeit arbeitet das Bergvolk in den Diamantengruben, die auf den Anhöhen liegen; das übrige Jahr, wenn die Flußmassen seichter werden, gehen sie zu den tiefer liegenden Gruben nach dem Kistna zu.

§. 190. 3. Die Elloregruppe am untern Kistna, oder die Golkondagruppe.

Zu diesen gehören die seit ältester annten Diamantenminen von Golkonda, ste Golkonda (5/4 Stunden in Westnord n. Br. und 78° 32′ östl. L. v. Gr.) liegt inige

zwanzig, zur Zeit, da Tavernier (1669) sie besuchte, die gegenwärtig aber bis auf zwei oder drei alle verlassen und deren Namen, welche Tavernier angab, so ganz vergessen sind, daß ihre Lage schwierig zu bestimmen ist. Sie befanden sich theils im Westen von Golkonda, gegen den mittlern Lauf des Kistna, wo Raolkonda, fünf Tagereisen von der Feste Golkonda westwärts und noch acht bis neun Tagereisen fern von Visapur (jetzt Bejapur) als die vorzüglichste genannt wird, welche nicht fern vom linken Kistnazufluß, dem Bhima, lag, etwa unter 17° n. Br. und 95° östl. L. v. F., die aber gegenwärtig ganz verschollen ist. Theils befanden sie sich ostwärts, am untern Kistna, sieben Tagereisen fern von Golkonda, wo Gani nach den Einheimischen, Coulour bei den Persern, zu Tavernier's Zeit in den Cirkars, die berühmteste war, an 15 Meilen in Nordwest von Mesulipatnam, wo damals an 60000 Menschen mit der Arbeit des Diamantensuchens beschäftigt gewesen sein sollen. Die außerordentliche Menge und Größe zeichnete die dortigen Diamanten aus; dagegen waren sie selten rein und klar. Der berühmteste der in Coulour (Colore) gefundenen Diamanten ist der von Tavernier im Schatze des Großmoguls näher beschriebene von $297^{9}/_{10}$ Karat Gewicht (siehe unten). Diese Mine war nach Tavernier's Bemerkung erst seit etwa 100 Jahren im Gange; jene westlichere aber auf der Grenze von Golkonda, Visapur und dem Reiche des Großmoguls etwa seit 200 Jahren; zwischen beiden führt Tavernier noch eine andere Lokalität, doch nicht mit Namen, an, wo man Diamanten fand, die aber wegen ihrer Zerbrechlichkeit leicht zu Betrügereien Veranlassung gaben

Die Ebene, in welcher die Dörfer um Mallavilly (oder Mallivully) liegen, ist von allen Seiten von Granitfelsen umgeben, welche auch ihre Basis bilden. Die mittlere Tiefe des Alluviums, in welcher die Edelsteine hier vorkommen, ist 20 Fuß, die größte Ausdehnung entlang dem Kistnaufer nur 2—3 Stunden. Der Wechsel aus einem grauen in einen rothen aus verwittertem Granitkies bestehenden Boden ist hier sehr deutlich zu sehen. Die obere Schicht besteht aus dem schon oben beschriebenen, aus dem obern Steingebiete herabgeführten schwarzen Cottongrund, der nach Voysey's Untersuchung vor dem Löthrohr sich sehr schnell in eine lichte, poröse Lava, oder selbst in eine Glaskugel verwandelt. Unter dieser obern Schicht folgt ein Gemenge von Kieseln aus Sandstein, Quarz, Jaspis, Feuerstein, Granit und größern amorphen Massen eines Kalkconglomerats, das ohne alle Zeichen von Wälzung durch Wasser ist. In diesem Stratum liegen die Diamanten mit andern Edelsteinen; die Gruben gehen bis 15 und 20 Fuß tief.

§. 191. 4. Die Sumbhulpurgruppe nordwärts des Godavery, am mittlern Mahanadiflusse in Gondwana (zwischen 21 und 22° n. Br.).

Nur unmittelbar um Sumbhulpur, dessen fruchtbare Alluvialebene 385 par. Fuß über dem Meere liegt, breitet sich über einen nicht sehr weiten Raum, unter dem 21. Breitenparallel, zwischen den Mahanadi und Brahminiflüssen, das Diamantrevier aus. Diese kostbaren Edelsteine von verschiedener Größe und von erster Qualität werden hier an den Mündungen der kleinen Zuflüsse des Maund, von Nordost herkommend, von Chunderpore, wie des Kelu, Ib und anderer, zum Mahanadi gefunden. Sie kommen alle aus jenem unzugänglichen Berglande unter 21—32° n. Br. und 83—84° östl. L. v. Gr., das von den Quellen des Nerbuda, Sone und Mahanada, ostwärts zu den Brahminiquellen an die Westgrenze Bengalens fortzieht und zu dem Plateaulande von Gondwana oder Omercuntuk auf den Karten gerechnet wird, ohne jedoch näher bekannt zu sein. Auch in den Betten der kleinern Nullahs werden hier die Diamanten gefunden, wie um Raegbur, Juschpur, Gangpur; aber niemals sind noch Versuche gemacht, ihr Muttergestein aufzusuchen.

In Sumbhulpur sind zweierlei Tribus oder Kasten von Diamantsuchern, deren Ursprung unbekannt ist. Sie sehen den Aboriginern des Landes, den der Negerrasse mehr als der Hindurasse verwandten Goands gleich. Sie werden Jhara und Tora genannt. Sechzehn Dorfschaften der ärmern Art sind ihnen als freie Jaghirs überlassen, deren die Toras vier, die Jharas zehn besitzen, über [illegible] Mauthum ihrer Schutzgottheit. Diese Diamantsucher [illegible] Personen, ziehen jährlich aus [illegible] Anfang der Regenzeit das [illegible] Sepur, eine Entfernung

von 24 geogr. Meilen mit allen Klippen und Winkeln, die er durchspült. Nur dreier Werkzeuge bedürfen sie: einer Art Spitzhaue, Ankova, eines 5 Fuß langen Bretes, das gegen die Mitte ausgehöhlt und mit einem 3 Zoll hohen Rande versehen ist, Doer, und eines ähnlich gestalteten, aber nur halb so großen Bretes, Kootla genannt. Ihr Verfahren dabei ist nur sehr einfach: mit der Haue graben sie die Erde aus den Löchern und legen diese in Haufen an das Ufer. Hier wird dieselbe von den Weibern nach und nach auf das große Bret gebracht, welches eine abhängige Lage erhalten hat, so, daß die mit Wasser übergossene Erde allmählich weggeschwemmt werden muß. Dann lesen sie die Kieselsteine und den groben Sand heraus, bringen den Rückstand auf das kleinere Bret, breiten ihn aus und untersuchen ihn sehr genau nach Diamanten und Goldkörnern. Man findet die Diamanten vorzüglich in einem Gemenge von zähem röthlichen Thone, Kieseln, wenig Sand und etwas Eisenoxyd, daher man denn besonders auch diese Erde zu erhalten strebt. Dies scheinen die Trümmer derselben Sandsteinbreccie zu sein, wie sie Voysey in der Kistna- und Pennargruppe als das Diamantenstratum beobachtete.

Es gibt jedoch in Indien auch noch andere Methoden, Diamanten zu gewinnen. Man macht nämlich in der Nähe des Orts, wo Diamanten ge-

graben werden sollen, einen Platz eben, und umgibt denselben mit einer 2 Schuh hohen Mauer, in welcher hier und da Oeffnungen zum Ablauf des Wassers angebracht sind. Die mittels eiserner Haken herausgeschaffte Erde

§. 192. 5. Die Pannagruppe in Bundelkhund, zwischen den Sonar- und Soneflüssen (unter 25° n. Br.).

Die fünfte und letzte Gruppe der Diamantlager liegt in der Nähe von Bengal, Bahar und Allahabad an dem Süduser des mittlern Gangeslaufs von Monghir, Benares, Mirzapur bis Allahabad bis zum untern Yamuna, der sich hier dem Ganges vermählt. Südwärts dieses vereinten kolossalen Strombettes zieht fast in gleicher Richtung unter dem 25. Parallelkreise ein Höhenzug von Osten aus Bengalen gegen Westen zu den Vindhyaketten bis Malwa, welcher die tiefe Gangesebene im Norden von dem höhern Plateaulande des südwestlichen Bengalen und Gondwaras scheidet, und sich in Westen um die Quellen des Bainganga (zum Godavery), Nerbuda, und Sonar und Betwa, die nordwärts zum Yamuna fallen, immer höher hebt, zu dem Centralplateau Dekans.

Dieser mäßige Höhenzug ist ein auf Granitbasis gelagertes Sandsteingebirge. Dasselbe nimmt in seiner ganzen Ausdehnung von Osten nach Westen, von Rajamahal bis zum obern Betwafluß, bei Sagur, einen Zug von 150 geogr. Meilen ein; davon das östlichste Drittheil durch den Querdurchbruch des Soneflusses bei Rotas, etwa 60 geogr. Meilen fern von Rajamahal, abgeschnitten wird von der westlichen Fortsetzung. In diesem ganzen östlichen Theile ist heute von keinem Diamantenvorkommen die Rede, wohl aber muß die von Tavernier genannte Mine zu Sumelpur am Gouelfluß südwärts dieses Zuges gelegen sein. Franklin meint, der Sonedurchbruch in der Rotasspalte habe wol einst das ganze Diamantlager mit den andern Bergmassen zur Zeit des dortigen Flutendurchbruchs im Stromthale mit andern Trümmern gegen Norden fortgeschwemmt in die Gangesniederung.

Im zweiten Drittheil dieser Sandsteinzone, zwischen dem Sonedurchbruch bei Rotas und dem Sonardurchbruch bei der Feste Adjyghur, wiederum einer Strecke von 60 geogr. Meilen von Ost nach West, ist das Diamantenvorkommen nur auf dessen äußerstes Westende, auf den Raum weniger Meilen beschränkt, auf die Bindachal- und Bundelkhundhöhen in der nächsten Umgebung um Panna, das seit Ptolemäus' Zeit bis heute seinen Diamantenruhm behauptet hat. Die Querdurchbrüche, sowol des Tonse im Osten und des Sonar im Westen dieser beschränkten Diamantenzone, durch das Sandsteingebirge selbst, wie zwischen beiden Flußthälern, aber auch die kleinern Plateauflüsse mit ihren tiefeingerissenen Felsthälern, über welche dieselben sich in wilden Kataraften zur Nordseite der Terrassen in die Tiefe

[illegible] besten Profile zur Erkennt-
[illegible] einander aufgebauten
[illegible] ied der regulären For-

mationen der Bundelkhundgebirge bilden. Die Ordnung der Lagerung ist zu unterst Granit, dann Trappformation, die aber weiter im Westen zurückbleibt, dann Sandsteinlager (New red Sandstone bei J. Franklin die jüngere Gruppe) und auf diesen die rothen, eisenhaltigen Kiesschichten, oder Sandsteinbreccie mit den Diamanten; diesen folgen weiter südwärts die aufgelagerten Inselberge von Kalkstein (Lias bei J. Franklin).

Auch hier werden die Diamanten in dem eigenthümlichen Conglomerat der Sandsteinbreccie selbst, aus eisenhaltigem Kies, als dem eigentlichen Muttergestein, das sie Lalkatru nennen, gewonnen, wie am Pennar und Kistna oder in den verwitterten und aufgelösten Fragmenten und Schuttmassen derselben (Seifengebirge), welche durch die Wasser weiter verschwemmt sind, wie am Mahanadi. Ihr Vorkommen im Muttergestein ist hier nur sehr beschränkt, am kleinern Baginflusse entlang von Kamariya bis Brijpur, die Orte, wo man darauf arbeitet, sind: Kamariya, Bijipur, Bargari, Myra und Etwa und bei Patna. Zu Brijpur allein liegt dieses ursprüngliche Diamantstratum ganz entblößt, aufgedeckt. Hier zeigt sich ein Uebergang von dem Conglomerat zu einem kiesigen Sandstein (Siliceous sandstone), der aus Kieseln von weißem Quarz, Jaspis, Hornstein, Kieselschiefer u. s. w. besteht, also ganz identisch mit dem Vorkommen in der Cuddapah- und Randialgruppe. Dies Kieselconglomerat sieht wie gewälzt aus, oft gleich grobem Schrot, ruht auf einer Schicht schieferigen Mergels, überzieht sich leicht mit Grasung oder wird auch noch von einer Kalkschicht (Kankar) bedeckt.

Die gegenwärtig ergiebigsten Diamantgruben sind bei einem Dorfe Suiuh, 5 Stunden von Panna, wo die obere Felsschicht von 15 — 20 Fuß ächtigkeit erst durchbrochen werden muß, um auf das reiche Diamantstratum gelangen. Man gibt dort den vier Sorten der gefundenen Diamanten gende Namen: 1. Motichul, hell und brillant; 2. Manik, ins Grünliche end; 3. Panna, orangeschimmernd; 4. Bunsput, dunkelfarbig.

---

§. 193. Nach Jacquemont („Voyage dans l'Inde") ist der Sandstein, der dem diamantenführenden Seifengebirge zu Panna das Material hergegeben hat, izontal abgelagert und von weißen, grauen und gelblichen Lagen durchtten. Die Erdoberfläche bildet ein eisenhaltiger Kies in Sandgestalt, ohne Thon begleitet zu sein, und die Vegetation ist auf demselben entweder sehr oder fehlt ganz. Das Seifengebirge heißt bei den Eingeborenen Lalkakru, theilweise mit Dammerde und Eisenthon gemengt und führt $\frac{1}{2} - 1\frac{1}{2}$ Kubikgroße abgerundete Sandsteinblöcke, die dem Ganzen ein conglomeratartiges sehen verleihen. Rother Thon füllt die Zwischenräume zwischen den Gebirgsgmenten aus und umgibt die Diamanten als ein zerreiblicher Mörtel, ohne ihrer Oberfläche zu „adhäriren". (Es wären demnach magere Sände.) cquemont hat unter den Fragmenten, die außer den bereits erwähnten Körn aus Karneol, Jaspis, Kieselschiefer und grünem Sandstein bestehen sollen, geblich Kalkstein anzutreffen gesucht und er gibt an, daß die dort erwaschen Diamanten, meist Octaëder, selten wasserhell sind, sondern größtentheils e leichte grüne Färbung besitzen.

Wenn Jacquemont den Sandstein von Panna mit den Worten beschreibt: ompacte dans son intérieur. ce banc de Grès se divise près d'une de l'autre de ses surfaces, en feuillets schisteux, légèrement micés", so können wir uns nur Itakolumit oder eine diesem ganz nahe kommde Varietät darunter vorstellen.

Nach Malcolmson liegt der diamantenführende Sandstein, dessen horizone Ablagerung er gleichfalls erwähnt, auf Thonschiefer, der wiederum von lkstein unterteuft wird, und geht oft in Quarzit, Quarzschiefer und Conmerat über. [1])

Die Mittheilungen über die geognostischen Verhältnisse des ostindischen ifengebirges sind nicht etwa nur im Verhältniß zu der großen Ausdehnung ser Formation in jenem Lande, sonder[illegible] für sich noch so beschränkt d dürftig, daß wir noch der kurz[illegible]'s über die auftig gewordenen Gruben von Mu[illegible] wollen:

---

1) Transact. of the geol. Soc[illegible]

„Die alten Diamantgruben von Munimudgoo, einem verfallenen Fort, welches zwischen den Hügeln etwa 2 Koß (ein indisches Längenmaß von 5000 Schritten, etwas kleiner als die franz. Lieue) von der Hauptstraße südlich von Puspulah, dem letzten Dorfe in dem Banaganpully-Gebiete liegt, wurden (von ihm) etwa 1 Koß von dem Fort, links von dem Triftwege, welcher von dort nach Garuldinny führt, mit einiger Schwierigkeit aufgefunden. Sie waren auf der innern Seite eines Beckens angelegt, welches von niedrigen Hügeln gebildet wird, die aus Sandstein und Conglomerat bestehen, sich aus dem von Puspulah her aufsteigenden Tafellande allmählich erheben und theilweise mit einer dicken Lage schwarzen Baumwollenbodens bedeckt sind. Kalkstein, schichtweise mit Sandstein vermischt, findet sich am Fuße der Hügel, und ganze Sandsteinhügel trifft man in der Umgegend. Die Gruben, die an 30 Jahre wüste gelegen haben, waren durch Gesträuch beinahe ganz unzugänglich gemacht. Conglomeratmassen, ähnlich denen von Cuddapah und Banganapille, Stücke von Sandstein und Schiefer sah man in den Schutthaufen rings um die Gruben liegen; da war nicht die geringste Spur, daß sie in jüngster Zeit durchsucht und umgewendet worden wären. Die niedern Hügel, durchgängig mit flachen Rücken, zeigten eine ähnliche Bildung wie die des Tafellandes, nämlich Sandstein, der in beinahe horizontalen Schichten mit einem geringen Fall nach Osten auf einem röthlichen und sandigen Schiefer ruhte. Der Sandstein ist theils von kiesiger, theils von fester Beschaffenheit und zeigt Bänder, — gewiß die Folge allmählicher Absetzung. Nahe dem Abhange wurden eine

[redacted]

Graniterhebungen lagert. Franklin zählt die Gebirgsart, in der man die nanten eingewachsen gefunden hat, zum Newred Englands, Malcolmson ältern Secundär- oder Uebergangsgebirge, und Newbold meint, daß sie oft der devonischen Gruppe in England gleiche und daß sie, obwol dem angrenzenden Kalksteine große Räume in meist horizontaler Lagerung kt, doch an den Rändern der großen Ebene von Cuddapah und Kurnool stark fallender Schichtung unmittelbar auf Granit ruhe.

§. 194. Production.

Seit den Zerstörungen Sultan Mahmud's des Gazneviden wurden die nanten aus Indien auch in andere Westländer der Erde verbreitet; unter ersten Mohammed der Ghuriden (1176—1205) war ihre Menge dort so groß, daß er nach einer zweiunddreißigjährigen Regierung voll Plün- ngen Indiens in seinem Schatze allein an Diamanten von allen Arten der Versicherung des Historikers Ferishta einen Haufen von 500 Muns, 400 Pfd. an Gewicht, hinterlassen haben soll. Diese Diamantenfülle eitdem wol immer mehr und mehr abgenommen; zur Zeit der Großmoguln en sie noch in hohen Preisen. Die Entdeckung der neuen diamantreichen rikanischen Welt drückte ihre Preise in der Alten Welt noch nicht, obwol dort schon frühzeitig bei Petrus Martyr und andern von Diamanten auf ia und in der Sierra-Parime die Rede war, die aber A. von Humboldt fabelhaft erklärt hat. Die weit reicher gefüllten brasilianischen Diamant- r wurden zuerst im Districte Serro do Frio bekannt und beachtet. Seit- fielen bei verminderter Nachfrage die Diamantpreise in Indien und dies ls der erste Anlaß zum Verfall der indischen Diamantgräberei in Dekan etrachten, wozu seitdem die vorherrschenden Zerstörungskriege im centralen ien und der Sturz so unzähliger Dynastien und Souveräne kam, wodurch Diamantenschmuck, ebenso wie der Gebrauch der Elefanten als Präro- e und Auszeichnung der indischen Herrscher in Abnahme kommen mußte. schönste Diamant im Schatze des zuletzt noch mächtigsten und raubsüchtigsten veräns, des Maharatten Peischwa, den die Briten bei dessen endlicher Ent- ng erbeuteten, und den Colonel J. Briggs aus dem Versteck selbst aus- en ließ, wog nur $89^3/_4$ Karat und ward von der Ostindischen Compagnie 30000 Pf. St. geschätzt; er führt den Namen Nassack-Diamant. Auch en seit 1790 durch die Französische Revolution die Diamanten wie alle elen ungemein viel wohlfeiler als wie zuvor; die indischen Grubenarbeiten en also immer weniger belohnend und viele
s droht dem Ertrage, wenn auch die ur
en sollten, was allerdings bisjetzt n
n für das so lange Jahrtausende hi

seinen übrigen Erscheinungen die Periode der Veränderung und Umwandelung eingetreten.

Borneo.

§. 195. In der südöstlichsten Spitze von Borneo, welche Tanah-Laut (Seeland) genannt wird, endigt sich eine ostwärts den Lauf des großen Flusses von Banjermassing begleitende Gebirgskette, die bis nördlich vom Aequator verfolgt worden ist. Der letztere südliche Theil des Gebirges wird das Ratoosgebirge genannt, dessen höchster Gipfel sich 3168 par. Fuß über das Meer erhebt, größtentheils von Serpentin, Diorit und Gabbro gebildet. Die Diamantgruben liegen alle auf der Westseite des Ratoosgebirges. Die Dammerde, zumeist aus rothem Thone bestehend, beträgt 30—40 Fuß, das darunterliegende etwa 6 Fuß mächtige Seifengebirge ist aus Serpentin, Diorit, Quarzgeschieben und bisweilen aus einem verhärteten Mergel zusammengesetzt, der Ostrea Cardium, eine in dem nahen Ocean noch lebende Muschel, enthält; während die Diamanten oryktognostisch von Magneteisen, Gold und Platin begleitet werden. Als das sicherste Zeichen der Anwesenheit von Diamanten erscheinen hier kleine schwarze Quarzstückchen mit eingesprengtem Schwefelkies und Platinblättchen, welche man „Batoe (Batu) Timaban- oder Batoe Parok Jatan" nennt. Das Sandlager ruht auf und neben Serpentin. In diesen südöstlichen Provinzen sind allein 400 Arbeiter mit Diamantwaschen beschäftigt; aber auch in dem nordwestlichen Theile der Insel in den Landschaften Landak, Selajam und [redacted]

Contact mit Dioritgängen in Glimmerschiefer umgewandelt worden sind"), wo zu Anfange des Jahres 1839 über 2000 Menschen zusammenströmten, um Diamanten zu gewinnen. Mehrere Jahre lang gewann man dieselben aus dem Muttergestein, indem man dasselbe mit Pulver sprengte, die Gesteinsstücke mit dem Hammer zerkleinerte und in der Batea auswusch. Jetzt hat man diese Gewinnung aufgegeben, da das Gestein je tiefer man kam um so fester ward und die Gewinnung der Diamanten aus den tiefen Schichten desselben mehr Schwierigkeiten darbot als das Auswaschen aus den Geröllagen.

Die Diamanten, sagt Claussen, befinden sich im Itakolumit, manchmal zwischen Glimmerblättchen, fast wie Granaten im Glimmerschiefer. Im Museum von Rio-de-Janeiro sieht man einen ziemlich großen abgerundeten Diamanten, der die Eindrücke von Sandkörnern sehr deutlich zeigt. Man versichert, daß man bemerkt habe, die brasilianischen Diamanten, welche man im Itakolumitsandstein antrifft, hätten abgerundete Ecken und Kanten, die im Brammetsandstein vorkommenden dagegen wären vollkommenere Krystalle. Wenn dies ein allgemeines Factum ist, so muß man glauben, daß dieselbe Ursache, welche den Sandstein in Itakolumit umwandeln konnte, auch auf die Diamanten eingewirkt habe.

§. 197. Secundäre Lagerstätte.

Aber nicht allein primitiv im festen Gestein kommen die Diamanten in Brasilien vor, sondern sie treten auch in dem aus der Zertrümmerung dieses Gesteins entstandenen Seifengebirge in sehr bedeutender Erstreckung auf — in den Provinzen Minas und San-Paulo, zwischen 16 und 26° südl. Br. (die Diamantgruppen in Vorderindien vertheilen sich zwischen 14 und 25° n. Br.) — in derselben Lokalbett wie die Goldseifen am Ural und auf Borneo. Im Norden der Provinz Minas ist der diamanthaltige Sandstein (er wird von Einigen auch grès rouge genannt, von Girard aber zu den metamorphischen Sandsteinen gezählt) von einer Kalkformation bedeckt, die ein „Aequivalent der jurassischen Gruppe" bildet und wiederum von Gipsbildungen überlagert ist. Sobald die Thäler tief genug einschneiden, um den Sandstein zu Tage kommen zu lassen, findet man allenthalben in den Flüssen dieses Terrains Diamanten, wie zu Rio Abaeté und an andern Orten.

Die brasilianischen Gold- und Diamantenwäscher unterscheiden:

Cascalho, das ist Seifengebirge, dessen Oberfläche sich als altes Flußbette zu erkennen gibt.

Tapanhoacanga, das sind kleine eckige Gebirgsfragmente, die als Trümmergestein die Erdoberfläche bedecken.

Faisqueira, Gebirgsfragmente und Sand, die in Verbindung mit Thon das Flußbette bilden.

Tapanhoa-canga oder Tahoa-canga, das heißt die durch ein eisenschüssiges Cement bewerkstelligte Vereinigung der drei vorhergehenden Gebirgsarten zu einem mehr oder weniger festen Conglomerat.

Die Gebirgsfragmente selbst, die selten die Größe eines Kubikfußes übersteigen, bestehen nach Claussen aus Itakolumit, Psammitsandstein, Jaspis, Menakanit (d. h. Titaneisensand, darunter wird aber, wenigstens zum großen Theil, Magneteisensand zu verstehen sein), Peridot, Granat u. s. w.

Nach Eschwege [1]) trägt auf der Hochebene von Minas-Geraes ein Glimmerschiefer, welcher Bänke körnigen Kalkes einschließt, den Thonschiefer. Auf letzterm und nicht unmittelbar auf dem Glimmerschiefer ruht in übereinstimmender Schichtung der Itakolumit, eine Quarz-Chloritbildung, welche aus miteinander abwechselnden Schichten von goldhaltigem Quarz, von Quarz mit metallischem Eisenglanz (Itabirit) und von Quarz, der von Schwefel durchdrungen ist, zusammengesetzt wird.

Den Itambé, den höchsten Berg des brasilianischen Diamantendistricts, aus dessen Schluchten der Bach Copiwary und der diamantenreiche Jequitinhonha entspringen, beschreibt Martius so [2]): „Er hat etwa eine Höhe von 5590 par. Fuß und übertrifft also den ebenfalls bedeutend hohen Itacolumi bei Villa-Rica um 972 Fuß. Er besteht ganz aus graulichweißem, meistens feinkörnigen Quarzschiefer, welcher in großen Massen gegen die Höhe zu hie und da abgerundete Quarztrümmer eingeknetet enthält, bisweilen grobkörnig wird und außerdem mit mächtigen Quarzadern durchsetzt ist. Seine Schichten

ten von der Mächtigkeit eines Zolles, oder häufiger bis zu der von mehreren Schuhen. Sein allgemeines Streichen ist von Nord nach Süd, sein Fallwinkel nach West gerinae, von 10—40°. An der Oberfläche befinden sich an manchen Stellen, z. B. bei Bandeirinha, bei Rão und auf der Kuppe des Itambé mehr oder weniger häufiger abgerundete Knollen von Quarz von der Größe eines Sperlings bis zu der eines Hühnereies eingeknetet, welche dem Gestein bisweilen das Ansehen einer Grauwacke ertheilen. Diese Form hat das Eigene, daß sie nicht in dünnen Blättern, sondern in massigen Schichten erscheint, welche, wie in den Rinnthälern an eingestürzten Stellen zu ersehen ist, zuweilen sehr tief wedenförmig gebogen sind. In dem Quarzschiefer finden sich Lager von Glimmer, welcher eine braune, rothliche, weiße oder graue Farbe zeigt und bisweilen von Gängen weißen Quarzes begleitet ist. Das Vorkommen eines reinen grünen Glimmers in großen Tafeln, Esdwege's **Chloritschiefer**, wird ebenfalls hier und da bemerkt. Andere Lagen von geringerer Mächtigkeit bestehen ganz aus einem glasartigen, durchsichtigen, grauen, fleischrothen oder röthlichen **Quarz** von splitterigem oder grossmuscheligem Bruche und schließen bisweilen wiederum Nester jenes Glimmers ein. Brauner, traubiger **Glaskopf** erscheint in diesen Quarzlagern oft mit Drusen eines gemeinen, an der Oberfläche mit Eisenoxyd beschlagenen **Bergkrystalls**. Häufig ist, z. B. in Mantiqueira, das Vorkommen von Bergkrystallen, welche von Brauneisenerde mosaikartig durchzogen sind und auch zuweilen **Titankrystalle** umschließen. Der schwarze **Erdkobalt**, welcher ebenfalls zuweilen gefunden wird, gehört wahrscheinlich diesen Erzlagern an. Ein meergrüner **Cyanit**, mit Quarz in dünnen Schiefern abwechselnd, erscheint gleichfalls bisweilen in diesen Gegenden. Gold ist sowol in den Gängen und Lagern des Quarzes als auch, wiewol seltener, hier und da in den Ablösungen des Quarzes anzutreffen. Die Verhältnisse sind hier dieselben wie in Villa Rica und dem übrigen Goldlande. Es sitzt auf dem derben und krystallisirten Quarz in Gestalt von Körnern, Blechen (Pelitas), Haken oder in Krystallen und ist grösstentheils von höherer Reinheit als das Gold aus der Eisenformation. Gemeiner **Schörl**, derb, oder in haarförmig verworren zusammengehäuften Krystallen, findet sich in dieser Formation. Bemerkenswerth ist auch das Vorkommen von kleinen Lagern eines sehr dichten grossblättrigen **Eisenglanzes**. Die Bewohner der Comarcation verarbeiten ihn, sowie den sehr reichen Eisenglimmerschiefer bisweilen in kleinen Oefen. Auf der Oberfläche der erwähnten Bildungen und in Umgebung findet sich, jedoch in Vergleich mit Villa Rica viel seltener, die bekannte Tapanhoacanga oder Canga; sie macht manchmal Uebergänge in einen rothen, gelblichen oder braunen, eisenhaltigen (Quader) Sandstein. Das gemeinsame Bindemittel dieser Canga, eine trockene, gelbe, mergelartige Erde, wittert nicht selten Salze aus. Endlich erscheinen an mehreren Stellen

des Districts, z. B. bei Vão, sehr große lose Massen eines derben Grünsteins auf dem körnigen Quarzschiefer. Diese Gebirgsarten stehen entweder ganz frei zu Tage, besonders sind die höchsten Punkte des Gebirges entblößt, oder sie werden einige Fuß hoch von einer Schicht von Geröllen, Schutt und Sand (Gurgalho oder Cascalho) bedeckt. Dieser Schutt besteht aus einer grauen, gelblichgrauen, röthlichen, bisweilen weißen Erde, die mit vielen Quarztrümmern von sehr verschiedener Größe und eckigem Bruche gemengt ist. An andern Stellen nimmt eine rothe, lehmige Erde, wie sie in einem großen Theile von Minas-Geraes erscheint, die Oberfläche ein, und in ihr sind hier und da Findlinge von derbem Grünstein eingeknetet. In diesem Gerölle und Sande finden sich nun, wie oben erwähnt, vorzüglich in den Rinnthälern der Flüsse und Bäche, die Diamanten als lose Findlinge. Beständige Begleiter dieser Edelsteine sind hier besonders häufige, wohl abgerundete Geschiebe von durchsichtigem, klarem Quarz, von einem sehr harten, am Stahle Feuer gebenden, dichten Rotheisenstein, oder von schwarzem lydischen Steine in der Größe einer Haselnuß bis zu der eines Taubeneies. Diese letztern schwarzen Steine nennt man hier zu Lande, wegen der Aehnlichkeit mit den üblichen schwarzen Bohnen, Feijaos, und man ist gewohnt von ihrem Vorkommen zugleich mit dem von andern Edelsteinen, als weißen und blauen Topasen, Spinell, Korund, Granaten, Lazulith u. s. w. auf das Dasein und auf den Reichthum des Gerölles an Diamanten zu schließen. Dagegen sind Geschiebe von weißem, mürbem Quarzschiefer, von eisenglanzhaltigem Glimmer

[redacted]

scheidung nach dem Gewichte bestimmt. Der Sand war einmal an dem Gewinnungsorte gewaschen worden. Er fand darin:

Quarzgerölle in verschiedener Dicke	6,9000.
Quarz in sehr feinen Körnern	116,1200.
Schwarzes Mineral (Feijaô) in kleinen Geschieben	40,4100.
Rother Orthoklas	0,1470.
Rutil	1,8000.
Brookit	0,1070.
Anatas	0,0810.
Zirkon in glashellen Krystallen	0,0720.
Diaspor in krystallinischen Blättern und Körnern	0,3520.
Wasserhaltige phosphorsaure Thonerde und Kalkerde	1,6150.
Wasserhaltige phosphorsaure Yttererde in krystallinischen Fragmenten	0,2100.
Kieselsaure Yttererde in Körnern	2,1330.
Magneteisen	0,0210.
Gold	0,0075.
	169,9755.

In demselben Sande findet sich neben den reinen Diamanten auch noch unreiner schwarzer, grauer oder brauner, krystallisirter Kohlenstoff, in dem Handel als Carbon bekannt.

Der Feijaô, der nach Damour ein gemengtes Gestein bildet und an jenem Orte als Zeichen für die Gegenwart der Diamanten betrachtet wird, ist von matt schwarzer Farbe und kommt immer in amorphen und abgerundeten Körnern vor. Er ritzt schwach Glas, spec. Gew. = 3,082, bläht sich vor dem Löthrohre auf und schmilzt zu einer braunschwarzen Schlacke. Salpetersäure, Salzsäure und Fluorwasserstoffsäure greifen ihn nicht an. Damour fand ihn zusammengesetzt aus:

SiO_3	35,72.
BO_3 (durch die Differenz bestimmt)	10,14.
Al_2O_3	26,75.
FeO	16,82.
MgO	3,65.
NaO	3,86.
TiO_2	0,60.
HO	2,46.

Kluge, [redacted]

§. 199. Geſchichte der Auffindung und Gewinnung und Productionsquantum der Diamanten in Braſilien.

Die glänzenden Steine, die man früher beim Goldwaſchen fand, wurden weggeworfen oder als Spielmarken gebraucht. Erſt im Jahre 1727 erkannte zufällig ein Bewohner des Serro do Frio, des Goldgebirges von Minas-Geraes, Bernardino Fonſeca Lobo, die wahre Natur der gefundenen Steine. Er hatte rohe Diamanten in Oſtindien geſehen und die Aehnlichkeit mit dieſen fiel ihm auf. Er brachte eine Menge davon nach Portugal zum Verkauf und zog dadurch die öffentliche Aufmerkſamkeit auf die neuen Diamantgruben. Die europäiſchen Kaufleute, welche bis dahin ihre Diamanten aus Indien bezogen hatten, fürchteten durch dieſe Entdeckung eine Herabdrückung der Preiſe und verbreiteten daher die Sage, daß die braſilianiſchen Diamanten nur der ſchlechte Ausſchuß indiſcher Steine ſeien, die man nach Goa und von da nach Braſilien ſchicke, um ſie zu verkaufen. Aber die Portugieſen kehrten die Sache um, ſchickten die braſilianiſchen Diamanten nach Goa und von da nach Bengalen, wo ſie für indiſche ausgegeben und wie dieſe bezahlt wurden.

Die Ausbeute in Minas-Geraes war beträchtlich. In den erſten 20 Jahren fand man jährlich 144000 Karat. Erſt im Jahre 1772 ließ die Regierung die Minen auf ihre Rechnung bearbeiten. So reich aber auch der Ertrag, ſo ungeheuer die Koſten. Jedes Karat kam der Regierung ſelbſt auf 5 — 6 Thlr. zu ſtehen. Im Jahre 1832 überſtiegen die Ausgaben die Ein-

überlassen wird, an ihren freien Tagen danach zu suchen, und sie gewinnen oft an einem Tage jeder gegen 36 Karat im Werthe von 5 Thlrn. Die Diamanten selbst haben dort natürlich einen andern Preis als bei uns, der bei 1 Karat zwischen 8 und 11 Thlr., bei 5 Karat 60—70 Thlr. beträgt.

Der wichtigste Diamantbezirk wurde bald die Provinz Matto-Grosso, besonders die Umgegend der Stadt Diamantina. Der Paraguay und zahlreiche seiner Nebenflüsse führen Gold und Diamanten mit sich, namentlich der Diamantino und sein Zufluß, der Rio-do-Ouro, der noch jetzt äußerst ergiebige Rio-Sta.-Anna mit seinen Zuflüssen Rio-dos-Areios, S.-Francisco de Paulo und S.-Francisco Xavier, endlich der Rio-Sumidouro, Zufluß des Rio-dos-Areios.

Wenn die trockene Jahreszeit, welche vom April bis in die Mitte October dauert, die Tiefe der Flüsse vermindert hat, werden dieselben in einen Kanal abgeleitet, den man zuvor durch Herstellung eines aus Sandsäcken bestehenden Dammes über dem ursprünglichen Flußbette anlegte. Das zurückbleibende Wasser wird dann ausgepumpt, der Schlamm bis auf eine Tiefe von 6—10 Fuß ausgegraben und nach dem Platze gebracht, wo später das Waschen vorgenommen wird. Solange die trockene Jahreszeit dauert, fährt man mit dem Sammeln des Cascalho unablässig fort, sodaß man eine genügende Masse hat, um die Neger während der Regenmonate zu beschäftigen. Der aus einigen der Flüsse ausgehobene Schlamm enthält so gleichförmig vertheilte Diamanten, daß sich eine ziemlich genaue Schätzung auf die Anzahl der Karate, welche eine gegebene Masse Schlamm gewähren wird, machen läßt. Zuweilen geschieht es indeß, daß man Gruben findet, welche große Mengen Diamanten und Gold enthalten. Wenn die Regenzeit dem Ausheben des Cascalho ein Ende macht, wird der Schauplatz der Geschäfte nach der Waschhütte verlegt, in deren Nähe das Ergebniß der Arbeiten der trockenen Jahreszeit aufgehäuft worden. Die Waschtröge, Canoes genannt, werden nebeneinander aufgestellt, und der Aufseher setzt sich vorn auf einen erhöhten Platz, sodaß er jede Bewegung der arbeitenden Neger beobachten kann. In jedes Canoe wird ein kleiner Wasserstrom geleitet, um die erdigen Theile des Cascalho wegzuschwemmen. Wenn der Neger einen halben Centner Cascalho in das Canoe gebracht hat, läßt er den Wasserstrom hinein und hält das Ganze so lange in ununterbrochener Bewegung, bis der Schlamm vollständig weggewaschen ist und das Wasser wieder ganz klar fließt. Dann nimmt man den Kies mit der Ha
und untersucht ihn sorgfältig, ob sich Diamanten darin
Findet sich einer, so nimmt der Neger eine aufrechte St
als Signal für den Aufseher, in seine Hände; dieser
Finder in Empfang und legt ihn in eine mit Wass
in der Mitte der Hütte hängt. Ist das Tagewerk

liche gefundene Diamanten dem Oberaufseher überliefert, der ihr Gewicht in ein Buch einträgt.

Große Diamanten sind äußerst selten. Man hat berechnet, daß man im Durchschnitt unter 10000 selten mehr als einen findet, welcher 20 Karat wiegt, während vielleicht 8000 darunter sind, deren jeder weniger als 1 Karat Gewicht hat. In den Werken am Jequitinhonhafluß hat man bei den Waschungen eines Jahres selten mehr als zwei oder drei Steine gefunden, welche 17 — 20 Karat jeder wogen; in sämmtlichen Diamantgruben Brasiliens fand man im Laufe zweier Jahre nicht mehr als einen von 30 Karat. Im Jahre 1851 fand man an der Quelle des Patrocinhoflusses in der Provinz Minas-Geraes einen Edelstein von 120 3/8 Karat; später am Rio-das-Velhas einen von 107 Karat und einen andern in Chapada von 87 1/2 Karat. Der größte aber, dessen man in den letzten Jahren habhaft wurde, ist der „Stern des Südens", welcher, bevor er geschnitten ward, 254 Karat wog.

Man trifft mancherlei Vorsichtsmaßregeln, um die Neger am Verhehlen der Steine, welche sie finden, zu verhindern; so z. B. müssen sie sich auf ein gegebenes Zeichen von einem Waschtrog an den andern begeben. Auch bietet man ihnen Belohnungen an, um sie zur Fortsetzung sorgfältigen Suchens zu veranlassen. Der Neger, welcher einen Diamant von 17 1/2 Karat findet, wird mit einem Blumenkranze gekrönt und in Procession zum Verwalter geführt, der ihm die Freiheit, einen Kleideranzug und die Erlaubniß gibt, auf eigene Rechnung zu arbeiten. Ein Stein von 8 oder 10 Karat gibt dem Finder

rechtmäßigem Wege in Umlauf gesetzt werden. Es ist unglaublich, welche nnichfache Arten des Betrugs die schlauen Schwarzen ersinnen. In Gegen:t der Aufseher wissen sie während des Waschens Diamanten zwischen den gern, den Zehen, in den Ohren, dem Munde, den Haaren zu verstecken; werfen die Steine weg, um sie des Nachts aufzusuchen, ja sie verschlucken elben sogar manchmal. Der Soldat, welcher einen Schleichhändler entdeckt, ilt eine Belohnung, dieser aber verliert sein Vermögen und wird auf Jahre und länger nach Angola verwiesen.

Die Arbeit, welche auf die Sammlung dieses kleinen Sacks voll glasiger ine verwendet wird, ist unermeßlich. Man kann das Erträgniß der Gra:g und Waschung eines Jahres leicht mit einer Hand heben, und doch ist, es zusammenzubringen, viel Schweiß geflossen, solange die dampfenden er unter der brennenden Sonne der Tropen den Thon ausgruben. Manch: hat die Peitsche die erschlaffende Thatkraft aufgefrischt, oder das Suchen :r den Kieseln im Waschtrog geschärft. Nicht wenige sind zu Grunde ge:gen und neben ihre Gefährten unter den dunkeln grünen Baum, aus dessen :igen Gewinde lieblicher Orchideen herabhängen, gelegt worden. Um aber Lücken in den Reihen der arbeitenden Sklaven Brasiliens auszufüllen, man, trotz der Anstrengungen Großbritanniens, den unheiligen Handel zu :indern, eine Menge Neger von der afrikanischen Küste weggeschleppt. Die :schlichkeit einzelner Sklavenbesitzer indessen und der Eigennutz anderer haben Aufstellung von Regeln geführt, welche die mit den Diamantminen Bra:ns in Verbindung stehende Sklaverei mildern. Die Belohnungen, welche :ten werden, erweisen sich nicht nur als ein Ansporn zu sorgfältigem Suchen, :ern bringen auch in die Arbeit einen Geist, der sie minder drückend machen :. Allein die Peitsche ist stets in der Hand des Aufsehers, und viele un:: Mitmenschen werden in einen Zustand herabgedrückt, der noch unter dem Lastthiere steht.

Aber auch den Anwohnern des Diamantenflusses gereichte die Entdeckung :r reichen Schätze im Jahre 1746 zum furchtbaren Fluche. Kaum hatte :Regierung es erfahren, so suchte sie diesen kostbaren Fluß der Krone zu:enden. Die Bewohner wurden vertrieben, aus ihrem Eigenthum gewalt: hinausgejagt in wüste Einöden. Die Natur selbst schien sich gegen sie verschwören, eine furchtbare Dürre herrschte, und ein gewaltiges Erdbeben 24. September 1746 erhöhte die Schrecken. Die meisten kamen um, und ihren Nachkommen ward es am 13. Mai 1805 gestattet, in ihr recht:iges Eigenthum zurückzukehren. Allerdings grenzt der Reichthum des Bo:an Diamanten fast an das Wunderbare. [illegible] suchen die :er das Gold in der Straße und im Durch[illegible]ft finden :gen 4 Karat. Ein Neger fand in seinem [illegible]

pflanze einen Diamanten. Ein Maulthiertreiber ſteckte einen Pfahl in die Erde und fand beim Herausziehen einen Diamanten von 9 Karat Gewicht daran. Ein anderer warf mit einem Sandſteine nach einem Thiere und fand in dem zerbrochenen Steine einen Diamanten. Selbſt Hühner freſſen Diamanten, und ihre Eingeweide werden darum nie weggeworfen, ohne beſonders Magen und Kropf unterſucht zu haben. Dennoch iſt der Ertrag des Diamantenſuchens kein ſo überaus reicher. Wenn auch einmal einer, wie erzählt wird, an einer einzigen Stelle im Fluſſe 1440 Karat im Werthe von 12 — 15000 Thlrn. fand, ſo wird doch als eine Seltenheit erwähnt, daß ein Spanier Simon in vier Jahren mit Hülfe ſeiner 200 Sklaven etwa 7000 Karat Diamanten zuſammenbrachte. Bedenkt man dabei den Werth der Sklaven, der ſeit 1817 — 47 von 185 bis auf 450 Thlrn. geſtiegen iſt, ſo ſteht der Gewinn kaum in einem Verhältniß zu dem aufgewandten Kapital. Wegen der hohen Sklavenpreiſe hat auch die Zahl der dabei beſchäftigten Sklaven immermehr abgenommen. In den Jahren 1772 — 75 arbeiteten 4500 — 5000 Neger, im Jahre 1817 noch 1500, im Jahre 1844 nur noch 800. Zugleich wurden auch immer weniger Diamanten gefunden, im Jahre 1817 noch 10800 Karat, 1844 nur 3600 Karat. Dafür ſtieg aber der Werth der Diamanten von 2 Thlr. bis auf 12 Thlr. das Karat. Ein Stein von 18 Karat koſtete 1817 nur 300 Thlr., während 1850 ein Stein von 9 Karat ſchon dieſen Preis überſtieg.

Seit man den Diamantenbezirk von Matto-Groſſo ausbeutet, ſind bis

im Sande und fand bald 700 Karat Diamanten, mit denen er seinem Herrn entlief, um sie in einer entfernten Stadt zum Verkauf auszubieten. Ein solcher Reichthum fiel indessen auf und man verhaftete den Sklaven. Er verrieth jedoch sein Geheimniß nicht. Sein Herr, dem er wieder ausgeliefert wurde, suchte daher durch List dahinterzukommen; er übergab ihm wieder die Heerden und beobachtete ihn heimlich beim Graben. Kaum war aber das Geheimniß bekannt, so strömten zahllose Menschen besonders aus Minas Geraes zur Chapada. Im folgenden Jahre waren schon 25000 Menschen mit Diamantensuchen beschäftigt, die bis zum 1. August täglich 1450 Karat, im ganzen zu einem Werthe von fast 5 Mill. Thlrn. fanden. Die Zahl der Diamantensucher sank zwar allmählich auf 5—6000, aber bis zum Ende des Jahres 1849 wurden doch in der Chapada von Bahia 932400 Karat Diamanten gewonnen, deren Gesammtwerth über $10^1/_3$ Mill. Thlr. beträgt. Zufolge dieser so plötzlichen und so reichen Entdeckung sank der Preis der Diamanten fast um die Hälfte. Ueberdies ist die Hoffnung, daß dieser Reichthum nicht sobald erschöpft werde, ziemlich groß, da die Diamantenregion von Bahia 20 Stunden in die Länge und 10 Stunden in die Breite mißt. Der Gesammtertrag aller Diamantbezirke Brasiliens bis zum Jahre 1850 möchte auf 10,169586 Karat zu einem Werthe von $105^1/_2$ Mill. Thlrn. anzuschlagen sein. Das Gewicht dieser Diamanten, die geschliffen einen Werth von einer halben Milliarde haben würden, beträgt also 44 Ctr. oder $2^1/_4$ Tonne. In den Jahren 1850 und 1851 stieg die Gesammtausbeute von Diamanten in Brasilien auf jährlich 300000 Karat, sank jedoch im Jahre 1852 wieder auf 130000 Karat herab.

§. 200. Die neuesten authentischen Nachrichten über die Ausbeute an brasilianischen Diamanten verdanken wir Hrn. von Tschudi, der im Februar 1858 Diamantina in der Provinz Minas-Geraes besuchte. Er meldet darüber Folgendes:

„Der Angelpunkt, um den sich der Haupthandel der Stadt Diamantina dreht, sind die Diamanten. Fast alle Welt handelt mit Diamanten, und man dürfte wol kaum einen Diamantino finden, vielleicht Aerzte, Rechtsgelehrte und Handwerker ausgenommen, der nicht eine Partie Diamanten, auf eine ganz eigenthümliche Weise in Papier gewickelt, in seiner Brieftasche bei sich trage. Es gab eine Zeit, in der sogar die Damen sich sehr lebhaft am Diamanthandel betheiligten.

„Während meiner Anwesenheit lastete die beispiellose A
sich so furchtbar zerstörend von Land zu Land, von Stadt
wie ein schwerer Alp auf den Bewohnern Diamantina's
ten und die Diamanten waren auf die Hälfte des P
Jahres gesunken. Sogenannte Boa fazenda von 32

(eine Drachme zu 72 Gran) wurde nur mit 450 — 500 Milreis bezahlt, während sie kaum fünf bis sechs Monate früher um 800 — 1000 Milreis gesucht war.

„Ich habe mich bemüht, die möglichst genauen Angaben über den gegenwärtigen Diamantenexport Brasiliens zu erhalten, und mich in dieser Beziehung an die besten Quellen gewendet. Nach ziemlich übereinstimmenden Angaben meiner Gewährsmänner, die sich im großartigsten Maßstabe am Diamantenhandel betheiligen, werden gegenwärtig jährlich 12 — 13000 Oitavas (185 - 190 Pfd.) Diamanten gewonnen. Zu dieser Quantität lieferte die Lavras von Sta.-Isabel in der Provinz Bahia etwa 6000 Oitavas. Die Steine sind im Handel unter dem Namen «Diamanten von Cincora» bekannt. Die Lager wurden im Jahre 1844 auf der Fazenda S.-João, die den Brüdern Rochas Medrados gehört, entdeckt. Die Fazenda lag im Kirchensprengel Cincora im Municipio und in der Comarca do Rio-das-Contas. Bald bildete sich um die Lavras ein Dorf, das später unter dem Namen Sta.-Isabel zur Stadt erhoben wurde; die Diamanten aber behielten den Namen des 20 Leguas entfernten Dorfes Cincora, das gegenwärtig zum Municipio de Sta.-Isabel gehört.

„Die Diamanten von Cincora sind viel weniger geschätzt und stehen immer niedriger im Preise als die von Diamantina, weil erstens unter einer größern Partie weit weniger von reinem Wasser (de primeira agoa) sind, und zweitens weil sie durchgehends zum Schleifen eine viel ungünstigere Form

Flußgebiet des Rio-de-Bagage, wo der so bekannte «Estrella do Sul», der roh 14 Oitavas wog, gefunden wurde, und auf die Diamantenlager der Provinzen Goyaz, Cuyaba und Matto-Grosso; die in letzterer Provinz vorkommenden Diamanten sind durchgehends klein, aber vom reinsten Wasser, und zeichnen sich roh durch einen ganz eigenthümlichen Glanz aus, der bei keinem andern brasilianischen Diamanten vorkommt; endlich auf die Cerro do gran Mogur in der Provinz Minas-Geraes. Bekanntlich wurden hier einmal beim Steinsprengen Diamanten im Itakolumit festsitzend gefunden; mehrere Exemplare davon sind nach Europa gewandert, eine größere Anzahl folgte später. Die letztern sind größtentheils recht sorgfältig ausgeführte Artefacta. Von dem hohen Preise verlockt, der für die erstern gezahlt wurde, machte nämlich ein geschicktes Individuum ein einträgliches Geschäft daraus, Löcher in Itakolumit und auch in Cangas zu meißeln und werthlose und defecte Diamanten kunstreich hineinzupassen und mit einem trefflichen Bindemittel aus dem Saft eines Sipo (einer Liane) festzukitten. Ich habe mehrere solche zum Verkauf liegende Exemplare gesehen. Man hat in Europa dem Vorkommen der Diamanten im Itakolumit von einigen Seiten eine Wichtigkeit unterlegt, die es nach meiner Ansicht durchaus nicht hatte. In Cincora wurden viele Diamanten in Höhlen, den sogenannten Grunas, in einer Art Cascalho an den Wänden festsitzend gefunden. Im Conglomerat der Diamantenlavras, der sogenannten Canga, kommen zuweilen fest eingebackene Diamanten vor. Ich besitze zwei sehr instructive Stücke dieser Art, das eine aus der Lavra de S.-João, das andere aus dem Riberão-do-Inferno, die mir von den Besitzern der betreffenden Diamantenwäschereien geschenkt wurden.

„In der Umgegend von Diamantina kam vor einigen Jahren bei den wohlfeilen Sklaven und dem niedrigen Preise der Lebensmittel eine Oitava Diamanten, so wie sie die Wäscherei verließ, den Besitzer auf 200 Milreis (etwa 225 Fl. C.-M.) zu stehen. Gegenwärtig aber, bei dem sehr hohen Werth der Sklaven und den durch wiederholte Misernten so bedeutend in die Höhe geschraubten Lebensmitteln, wird der Preis auf 260 — 280 Milreis per Oitava berechnet. Es ist daher leicht einzusehen, daß bei großer Nachfrage und einem so sehr gesteigerten Werth der Steine, wie der der verflossenen Jahre war, der Diamantenhandel einen bedeutenden Gewinn abwerfen kann, daß er aber unter ungünstigen Umständen, wie im Jahre 1848, als Diamanten von 12 Stück auf eine Oitava zu 20 Milreis kaum Käufer fanden [redacted] ein Diamant von 17½ Karat zu 60 Milreis erkauft [redacted] richtet ist. Es braucht indeß nicht einmal solcher [redacted] dem Diamantenhandel schwere Stöße zu ver[redacted]schen Unruhen sind schon hinreichend, um die hervorzurufen, und mit der größten Span-

nung wird in Diamantina immer der Post aus der Hauptstadt entgegengesehen, die nur je den sechsten Tag dort eintrifft.

„Während die kleinern Diamanten wie jede andere Waare einen bestimmten Handelspreis haben, hängen die größern, von einer Oitava und darüber, ganz von willkürlichen Werthbestimmungen ab. Die Diamantenhändler haben zwar wiederholt gesucht eine bestimmte Norm für den Preis großer Diamanten festzustellen, aber weder Käufer noch Verkäufer halten sich daran. Die gewöhnlichste Formel für die Schätzung größerer Diamanten ist die: man erhebe das Oitavagewicht des Steins ins Quadrat, und multiplicire dasselbe mit dem Oitavapreis der Ausschußdiamanten (refugo). Mit dieser Formel erhält man aber noch zu hohe Preise; nach derselben hätte der «Estrella do Sul» von 14 Oitavas einen Werth von 1,094000 Fr., wenn man einen Minimalpreis des Refugo zu 900 Fr. (300 Milreis) annimmt. Bekanntlich wurde er um 305 Contos de Reis (915000 Fr.) verkauft, und findet jetzt, da noch über 12000 Fr. Unkosten des Schleifens dazugeschlagen werden müssen, keinen Käufer. Gewöhnlich werden größere Diamanten vom ersten Besitzer sehr hoch taxirt, und dann bedeutend wohlfeiler losgeschlagen. Die interessanteste Diamantwäscherei von ganz Brasilien befindet sich in S. João, 5 Leguas nordwestlich von Diamantina. Sie steht einzig in ihrer Art da, denn die Diamanten werden dort nicht im runden Cascalho, oder dem eckigen Gurgulho in dem Bette eines Flusses gefunden, sondern auf einer Hochebene (dem höchsten Punkt der ganzen Gegend) in Schichten von tegelartig zersetztem

ition auf die Analogie gemeinschaftlichen Vorkommens gewisser Mineralkörper (Gold, Platin, Diamanten, Palladium), wie man sie in verschiedenen Erdtheilen beobachtet, aufmerksam gemacht. [1]) Früher noch als er selbst hatten Engelhardt zu Dorpat und Mamyschew zu Kuschwa am Ural die Ansicht ausgesprochen, daß namentlich für das Vorkommen der Diamanten im Ural geognostische Verhältnisse sprächen, wie sie von Brasilien bekannt waren. Man unterzog deshalb die Constituenten des Seifengebirges immer häufiger mineralogischen Untersuchungen, bis dann am 5. Juli 1829, gewissermaßen zum Triumphe der Geologie, der erste uralische Diamant im Goldsande der Grube Adolphsk bei Kresdowosdwischensk von Friedrich Schmidt aus Weimar entdeckt wurde, welcher nach Vollendung seiner Studien auf der Bergakademie zu Freiberg als Director der Goldwäschen zu Kresdowosdwischensk engagirt worden war, und an der erwähnten Expedition, wenigstens bis an den Ural, theilgenommen hatte. (Die ausführliche Entdeckungsgeschichte vgl. in A. von Humboldt's „Centralasien", I, 358 fg., sowie in Gustav Rose's „Reise".)

Das Seifengebirge der Grube Adolphsk, welche unter 58° 45′ n. Br. und 77° 20′ L. auf dem europäischen Abhange des Ural ungefähr $2^1/_2$ deutsche Meile in geradliniger Entfernung von seinem Hauptrücken in einem Terrain liegt, dessen vorherrschende Gebirgsarten aus Itakolumit, bisweilen in Thonschiefer übergehendem Talkschiefer und Dolomit bestehen, bildet unter 1—$1^1/_2$ Fuß mächtiger Dammerdedecke einen schmalen von Süd nach Nord laufenden und auch in dieser Richtung abfallenden Streifen von 2260 Fuß Länge, der an seinem nördlichen erweiterten Ende, an dem linken Ufer des Baches Poludenka seine größte Breite von gegen 40 Fuß erreicht. Unter dem $1^1/_2$—2 Fuß mächtigen Seifengebirge folgt 2—5 Fuß stark aufgelöster Dolomit, in welchem zwar Quarzkrystalle, aber niemals Diamanten oder Gold gefunden worden sind, und unter diesem steht der feste schwarze Dolomit an, in welchem Cyathophyllum turbinatum und caespitosum, Turritella bilineata, Turbo canaliculatus, sowie auch Lithodendron caespitosum beobachtet worden sind. Dieser Dolomit enthält sehr häufig Kalkspath in Adern und Drusen, und neben den graulichschwarzen, gelblichbraunen und braunen

---

1) Man darf sich an dem Dasein dieser Analogie durch einige wenige, speciell lokale Fälle, wo das eine oder das andere sonst gewöhnlich vorhandene Glied der Gesellschaft fehlt, nicht irre machen lassen. Ein solcher, der angedeuteten Analogie, welche die Gebirgserscheinungen der Erde umfaßt, nur scheinbar widersprechender ms in Brasilien. Im Seifengebirge von Corrego Gold, Platin und Palladium gemeinschaftlich ia Gold sein einziger Begleiter und in den t ihm weder Gold noch Palladium, son-

Kalkspathrhomboëdern sitzen gewöhnlich Quarzkrystalle, durch welche das Vorkommen der obenerwähnten Quarzkrystalle im aufgelösten Dolomit erklärt wird. Die **orykognostischen** Gemengtheile des **Diamantsandes** bestehen aus meist wasserhellen, selten ins Grünliche spielenden Diamanten, deren Krystallform das Ikositessaraëder und das Dodekaëder ist und deren Durchschnittsgewicht nur $^{5}/_{8}$ Karat beträgt, ferner aus gemeinem Quarz, von $^{1}/_{2}$—1, sehr selten von 4—6 Kubikzollen, Bergkrystall, derbem und krystallisirten Brauneisenstein, von denen letzterer aus der Verwitterung des Schwefelkieses hervorgegangen ist, Eisenglanz, Anatas, Gold und Magneteisensand; die **geognostischen** sind Itakolumit-, Dolomit-, Talk- und Thonschieferfragmente, beide letztere mit gegenseitigen Uebergängen.

Außer den auf der Grube Adolphsk und ihrer nächsten Umgebung im Süden von Kresdowosdwischensk erwaschenen Diamanten, deren Zahl sich (von 1829 bis Ende 1847) auf 64 beläuft, sind auch im Jahre 1832 zwei Diamanten auf den Goldwäschen eines Hrn. Medscher vorgekommen, welche ziemlich zwei Breitengrade südlicher, 14 Werst östlich von Jekatharinenburg, also auf der sibirischen Seite des Ural liegen, und nach von Helmersen (vgl. dessen „Reise", Petersburg 1841, I, 93—97) hat man am Schlusse des Jahres 1833 noch vier Diamanten, darunter einen von $7^{7}/_{16}$ Karat Gewicht, auf den kaiserlichen Seifenwerken bei Kuschwa und einen im Juli 1839 auf der Wäsche Uspensk bei Werchneuralsk entdeckt, wonach sich also die Zahl der auf der europäischen wie asiatischen Seite des Ural bis zum Jahre 1848 vorgekommenen Dia-

Nach den neueſten Nachrichten von Hrn. von Gerold ſind auch im großen mexicaniſchen Gebirgsrücken in der Sierra-Madre in der Richtung gegen Acapulco (alſo im Südſüdweſt von der Hauptſtadt) Diamanten entdeckt worden, und von Californien hat Lyman [1]) einen erbſengroßen, ſtrohgelben, rummflächigen Diamanten geſehen.

§. 203. Auſtralien.

Nach Dana hat man auch in den Goldbezirken Auſtraliens Diamanten entdeckt.[2]) Thomas Mitchell brachte einen Kryſtall nach London, der in Neu-Südwales gefunden worden ſein ſoll.

§. 204. Nachrichten der Alten vom Diamant.

Im Homeriſchen Epos ſowie in dem Gedicht des Onomakritos finden wir vom Diamant noch keine Spur. Dagegen erwähnt ihn ſchon Plato als einen bei der Scheidung und Reinigung des Goldes von Silber und Erz bisweilen vorkommenden Beſtandtheil (wahrſcheinlich das Zuſammenvorkommen von Gold, Platin, Osmium, Iridium und Diamant im Seifengebirge meinend). Man hielt ihn damals für die koſtbarſte Blüte des Goldes, gleichſam für einen Goldknoten, in welchem ſich der reinſte und edelſte Theil des Goldes zu einer lichtern Maſſe condenſirt habe. Theophraſt erwähnt den Diamant nur beiläufig, als er von der Unverbrennlichkeit mancher Körper ſpricht, und Dionyſios Periegetes bemerkt, daß der hellſtrahlende Diamant in der Nähe der nördlich vom Iſtros wohnenden Agathyrſen gefunden werde, wo auch das holdleuchtende Elektron vorkomme. Die ausführlichſten Nachrichten über den Diamant, obwol mit vielem Falſchen untermiſcht, gibt uns Plinius. Er ſtellt ihn an die Spitze aller von ihm behandelten Mineralien, weil er ſchon damals und gewiß ſchon lange vor dem Zeitalter dieſes Autors für den koſtbarſten aller telluriſchen Stoffe gehalten wurde. Lange Zeit hindurch, meint Plinius, war er nur wenigen Machthabern genauer bekannt, wurde nur in Goldbergwerken gefunden und auch da nur ſelten. Ja man glaubte, daß er nur im Golde wachſe und gleichſam ein Knoten (auri nodus), d. h. ein aus den edelſten Beſtandtheilen condenſirter Punkt oder Kern deſſelben ſei. Auch herrſchte bei den Alten die Meinung, daß der Diamant nur in den Bergwerken der Aethiopier und zwar in der Gegend zwiſchen dem Tempel des Mercurius und der Inſel Meroe angetroffen werde, und daß er an Größe den Kürbiskernen gleichkomme, oder eine andere Farbe habe, im Fall er größer ſei. Gegenwärtig, fährt Plinius fort, kennt man ſechs verſchiedene Arten deſſelben, den indiſchen, welcher

1) Silliman, Am. Journ. (2), VIII, 294.
2) Silliman, Am. Journ. (2), XV

nicht im Golde wächſt, und mit dem Kryſtall eine gewiſſe Verwandtſchaft hat, ſofern beide ganz durchſichtig ſind und in ſechskantiger Form beiderſeits pyramidaliſch endigen, als wenn die beiden Flächen zweier Kreiſel aneinander gefügt würden. Dieſer Diamant hat nur die Größe einer Haſelnuß. In dieſer Beſchreibung hat alſo Plinius den echten indiſchen Diamant charakteriſirt. Dieſem indiſchen ähnlich iſt der arabiſche, fährt Plinius fort, nur kleiner, jedoch auf ähnliche Weiſe entſtehend. Die übrigen zeichnen ſich durch die blaſſe Farbe (pallor) des Silbers aus und haben ihren Urſprung in dem gediegenſten Golde. Dieſe auf dem Amboß geprüft weiſen dermaßen jeden Schlag zurück, daß eher Hammer und Amboß als der Diamant zerſpringen. Ihre Härte iſt unbeſchreiblich: ſie beſiegen das Feuer, ohne glühend zu werden, woher ſie ihren Namen erhalten haben. Eine Sorte derſelben bezeichnet man mit dem Namen Cenchron, von der Größe eines Hirſekornes; eine andere nennt man die macedoniſche, von der Größe eines Kürbiskernes, und wird in den philippiſchen Goldbergwerken gefunden. Nächſt dieſen kommt der cypriſche, auf der Inſel Cypros gefunden, welcher ſich der Luftfarbe nähert und eine ganz beſondere Heilkraft beſitzt. Dann iſt der Sidarites zu erwähnen, mit dem Glanze des Eiſens (ferrei splendoris), an Gewicht die übrigen übertreffend, jedoch von ungleicher Natur. Derſelbe kann ebenſo wie der cypriſche mit dem Hammer zerſchlagen und mit einem andern Diamanten durchbohrt werden. Beide ſind daher als Abarten (degeneres) nur dem Namen nach als Diamanten zu betrachten. Nun berührt Plinius das ewige Geſetz der Antipathie und Sym

Tertianfieber (Fieber, die jedesmal am dritten Tage wiederkehrten). Marbus endlich läßt den Diamant aus dem fernsten Indien stammen und aus rystallbergwerken gewinnen. Die meisten seiner Angaben hat er dem Plinius lehnt, wie diejenige, daß der Diamant nur durch warmes Bocksblut ercht, und daß mit den spitzigen Splittern desselben edle Steine gravirt wer n könnten. Die verschiedenen Arten der Diamanten unterscheidet er ebenfalls der Weise des Plinius. Die vortrefflichsten und edelsten aller Diamanten inge Indien hervor, krystallinischen Ursprungs, welche weder durch Eisen noch rch Feuer verletzt werden könnten. Der arabische sei weniger hart, werde ne Bocksblut zerschlagen und habe weder gleichen Glanz noch gleichen Werth, gleich er von Gewicht schwerer sei und in größern Stücken gefunden werde. en dritten Rang behaupte der von Cypros, den vierten der aus dem Berg rte zu Philippi. Der Diamant habe ebenso wie der Magnet die Macht, Eisen an sich zu ziehen, und in seiner Nähe vermöge dies der Magnet ht. Zuletzt entwickelt er endlich die magischen Kräfte und Eigenschaften selben.

Anwendung des Diamants.

§. 205. Die Anwendungen, die man bisher vom Diamant gemacht , beruhen zunächst auf seiner Härte und auf seiner starken Strahlenchung und Farbenzerstreuung.

Was die Eigenschaft der Härte anbelangt, die bekanntlich unter allen rpern am größten ist, so erlaubt dieselbe andere sehr harte Körper mittels Diamants und zwar gewöhnlich in der Form als Diamantpulver (Diamantre) zu schleifen, zu bohren, zu gravuren u. s. w.; sie bedingt ferner die wendung des Diamants zu Achsenlagern in sehr feinen Maschinen, B. Uhren; vor allem aber begründet sie die schon seit sehr langer Zeit kannte Verwendung des Diamants zum Glasschneiden.

§. 206. Anwendung zum Glasschneiden.

Das Schneiden des Glases ist eine Operation, die wohl zu unterscheiden vom Glasritzen. Ueber die Form der Schneiddiamanten sind vom r. Wollaston sehr interessante Bemerkungen gemacht worden. Wollaston hat nlich dargethan, daß es zum Glasschneiden keineswegs einer scharfen Kante rfe, daß im Gegentheil selbst die härtesten Körper zu einer scharfen Spitze geschliffen das Glas zwar ritzen, es a [illegible] den, wenn ein sehr entlicher Unterschied liegt. Beim F [illegible] allmäliges Hinwegfen seiner Theilchen des Glases e [illegible] enförmige Verung der Oberfläche, beim Schn [illegible] gewinnen fe eindringender wirklicher Spr [illegible] nun,

daß um Glas zu schneiden die wirksame Ecke des schneidenden Körpers durch gebogene, nicht durch gerade Flächen gebildet sein müsse, daher denn die natürlichen Diamantkrystalle, die sehr gewöhnlich abgerundete Flächen besitzen, keineswegs aber geschliffene Diamanten mit geraden Flächen zum Schleifen gebraucht werden können. Die schneidende Ecke darf jedoch auch nicht allzu stumpf auslaufen, daher man denn zu Glaserdiamanten solche kleine, mit gekrümmten Flächen begabte Krystalle wählt, die eine hinlänglich scharf zulaufende Ecke enthalten. Beim Schneiden kommt aber alles darauf an, diese Ecke genau in der richtigen Lage, unter mäßigem Druck über das Glas hinwegzuführen; die kleinste Abweichung von der richtigen Haltung des Diamants hebt auch die Wirkung auf. Beim Schneiden dringt die rundliche Ecke wie ein Keil in die Oberfläche des Glases ein, bewirkt hierdurch eine anfangende Trennung der Theile und führt diese beim Fortbewegen in Gestalt eines zusammenhängenden feinen Sprunges weiter fort. Zur Unterstützung dieser Theorie führt Wollaston an, daß, wenn man einen Rubin oder Sapphir künstlich zu einer krummflächigen Ecke anschleift, er ebenso gut wie ein Diamant zum Glasschneiden gebraucht werden kann, nur daß er seiner geringern Härte wegen die Ecke und somit seine Wirksamkeit nach einigem Gebrauch verliert.

Ja selbst ein Stück Feuerstein, auf die nämliche Art geschliffen, schnitt Glas, wurde aber seiner Weichheit wegen bald unbrauchbar.

Die Tiefe, bis zu welcher sich der Sprung beim Glasschneiden mit dem Glaserdiamanten in das Glas hineinerstreckt, ist äußerst gering und soll nicht den zweihundertsten Theil eines Zolls betragen; dennoch reicht dieser geringe Sprung hin, um das Glas bei Einwirkung einer äußern Kraft sehr leicht und genau in der vorgezeichneten Richtung durchbrechen oder vielmehr durchspringen zu machen.

Feine Diamantsplitter werden zum Bohren kleiner Löcher in Glas, wol auch in Rubin und andere harte Steine angewendet, auch zum Bohren von Löchern in Porzellan, um zerbrochene Sachen zu repariren, sowie in künstliche Zähne, um sie zu befestigen.

§. 207. Anwendung des Diamants als Drehwerkzeug.

Man verwendet dazu weder rohe krystallisirte, noch geschliffene Diamanten, sondern nur jene Bruchstücke, welche beim Zurichten der Diamanten durch das Spalten abfallen, und an welchen man, als scharfeckigen Splittern, immer eine oder mehrere zum angeführten Zwecke taugliche feine Spitzen oder Schneiden findet. Sie werden in Messing oder Stahl gefaßt, indem man in das eben gefeilte Ende des künftigen Schaftes ein nicht sehr tiefes Loch bohrt, den Splitter so einlegt, daß die gewählte Spitze vorsteht, und dann den Rand des Loches sehr vorsichtig, damit der Diamant nicht springt, an denselben

ingsum antreibt. Bei der großen Härte des Diamants ist es möglich, mit ihm auch sehr harte Stoffe zu bearbeiten, und zwar wegen der scharfen Spitze, die nur sehr wenig wegnimmt, mit der größten Genauigkeit. Fälle, wo er sehr gute Dienste leistet, sind etwa folgende: Die Zapfen, auf denen die Achsen sehr genauer astronomischer Instrumente laufen sollen, lassen sich, da sie von Stahl und der Dauer wegen federhart sein sollen, kaum auf eine andere Art berichtigen und vollenden. Rand und Fläche der Steine, in welchen man bei guten Uhren die stählernen Zapfen gehen läßt, sind von vollkommener Form durch kein besseres Mittel zu erhalten. Auch hat man seit kurzem angefangen, den Rand der Taschenuhrgläser gleichfalls mit dem Diamant abzudrehen, wodurch es dahin zu bringen ist, daß solche Gläser vollkommen rund werden und genau in den Deckel passen, was durch bloßes Schleifen nie gelingt. Bei der großen Härte des Diamants geht es auch an, ganz harten Stahl, z. B. Plättwalzen zu überdrehen und zu berichtigen. Ganz aus freier Hand aber läßt sich ein solcher Diamantsplitter, seiner großen Sprödigkeit und des leichten Abbrechens wegen, nie führen: sondern es ist hierzu immer die Beihülfe des Supports nöthig, um die Spitze richtig auf den Schnitt zu stellen und über die Arbeit fortzuleiten, damit sie nie zu stark auf einmal, sondern nur sehr wenig angreift, und die mehr als haarfeinen Spänchen, oder bei Glas und Stein bloße Stäubchen wegnimmt.

§. 208. Anwendung zu Linsen für Mikroskope.

Auf der stark lichtbrechenden Eigenschaft des Diamanten beruht seine Anwendung zu Linsen für Mikroskope; man hat bisjetzt jedoch nur Versuche damit gemacht, da die Schwierigkeit und Kostspieligkeit der Darstellung derselben zu groß sind, als daß sie einen allgemeinen Eingang hätten finden können.

Die erste Diamantlinse stellte Pritchard am Ende des Jahres 1824 auf Anrathen des Dr. Goring dar; später im Jahre 1826, als er der Schwierigkeiten mehr Herr geworden war, gelang es ihm, eine vollkommen biconvexe Linse von gleichen Radien zu schleifen, die eine Brennweite von $^1/_{25}$ Zoll besaß und bei einer Oeffnung von $^1/_{30}$ Zoll eine vortreffliche Wirkung that. [1]) Die großen Vorzüge des Diamanten zu mikroskopischen Linsen entspringen einerseits aus seinem starken Refractionsvermögen, weil dieses gestattet, Linsen von jeder Vergrößerungskraft mit verhältnißmäßig sehr flachen Curven, also mit möglichster Vermeidung der aus ihrer sphärischen Gestalt entstehenden Undeutlichkeit darzustellen, und andererseits aus seinem nicht zu großen (im Verhältniß!) Dispersionsvermögen, wodurch die Linsen beinahe achromatisch werden. Welche

1) Journal of Science, II, 17.

hiernach Linſen aus Diamant, Rubin oder Sapphir darbieten, ergibt ſ leichteſten aus folgenden von Dr. Brewſter angeſtellten Meſſungen:

	Refractionsindex.	Dispersion.
Diamant	2,487	0,38.
Sapphir	1,780	0,26.
Rubin	1,779	0,26.
Tafelglas	1,525	0,32.

Man ſieht hieraus, daß Rubin und Sapphir und noch mehr Glas ihres ſchwächern Refractionsvermögens, wodurch zu gleicher Vergrößerun ker gekrümmte Curven nöthig werden, als beim Diamant, nicht ſo vorth wie dieſer ſind, daß ſie aber die ſchätzbare Eigenſchaft eines geringern perſionsvermögens beſitzen. Dagegen iſt aber der Diamant dem Rubi Sapphir darin vorzuziehen, daß er im allgemeinen das Licht nur einfach während dieſe eine beträchtliche doppelte Refraction beſitzen.

Obgleich aber der Diamant als zum teſſeralen Kryſtallſyſteme g keine doppelte Strahlenbrechung beſitzt, ſo hat doch Brewſter unter zeh ihm unterſuchten Exemplaren neun angetroffen, die das Licht doppelt br Er ſchreibt dies, wie ſchon oben bemerkt, der Gegenwart kleiner Luftbl zu, welche vermöge ihrer Expanſivkraft, die nach ſeiner Vermuthung urſ lich weiche Diamantmaſſe in den zum Auftreten ſolcher Erſcheinungen er lichen Zuſtand der Spannung verſetzten. Auch Pritchard fand einige vo

[redacted]

hören. Trécourt und Oberhäuser hatten das Dasein zahlreicher und sehr feiner Linien in den zu mikroskopischen Linsen geschliffenen Diamanten schon früher beobachtet.[1]) Nach ihnen stellen dieselben aber bei der Krystallisation leer gebliebene Zwischenräume dar und nicht, wie Brewster behauptet, Grenzen von ebenso vielen an Dichte verschiedenen Schichten. An ihren Linsen erkannten sie mehrere Systeme solcher paralleler Linien in verschiedenen Richtungen gegen die Spaltbarkeit und viele derselben zeigten sich nur an ihren Enden, z. B. in Gestalt von Punkten. Wenn diese Linien der Vollkommenheit der Linsen schaden, so geschieht es nach ihnen nicht durch eine ungleiche Brechkraft, sondern weil sich in ihre Oeffnungen rother Diamantstaub (parcelles d'égrisé) setzt, der später herausgeht, Risse macht und die Politur verdirbt.

§. 209. Anwendung zum Schmuck.

Die Verwendung des Diamants zum Schmuck ist die bedeutendste. Sie gründet sich auf seinen herrlichen Glanz, das schöne Farbenspiel und die große Härte. Sie werden zu diesem Zwecke durch Schneiden in verschiedenen Formen tauglich gemacht. Das Verfahren hierbei ist schon früher angegeben worden (vgl. die Paragraphen „Diamantschneiderei" und „Formen der Edelsteine"). Es ist eine Arbeit, wobei der rohe Diamant ein Drittheil bis die Hälfte und darüber von seinem ursprünglichen Gewichte verliert.

Die Syrer sollen den Diamant zuerst zu diesem Zwecke verwendet haben. Bei den Völkern des Orients war er daher schon frühe ein Gegenstand des Handels. Sie schätzten ihn sehr, trugen ihn als Amulet und schrieben ihm mancherlei medicinische Kräfte zu, namentlich galt er als ein Heilmittel gegen den Wahnsinn und als Gegengift, auch glaubte man, er bewirke Stolz und Edelsinn. Früher trug man ihn roh, oder polirte ihn nur etwas an seiner Oberfläche. Darum diente er auch hauptsächlich nur zum Schmuck von Prunkgeräthen, Reliquien und Kronen. Erst unter Karl VII. fingen die französischen Damen an, sich mit Diamanten zu schmücken, und die bekannte Agnes Sorel soll sie zuerst eingeführt haben. Unter Franz I. hatte der Luxus in Diamanten bereits eine solche Höhe erreicht, daß man von vielen Großen behauptete, sie trugen ihre Mühlen, Wälder und Wiesen auf den Schultern. Spätere Luxusgesetze Karl's IX. und Heinrich's IV. vermochten demselben nicht mehr Einhalt zu thun. Besonders hatte der Gebrauch der Diamanten für Haar-, Hals- und Armgeschmeide und Ringe überhand genommen, seit Ludwig von Bergen die Kunst erfand, ihn mit seinem eigenen * n (vgl. „Geschichte der Steinschneiderei"). Doch schnitt man in Tafelform und brachte eine Reihe von Facetten * Jahr 1520

---

1) Compt. rend., V. 637 ff.

kam der Rosettenschnitt auf und erst unter Ludwig XIII. hat man die Form der Brillanten aufgefunden. Cardinal Mazarin war es, der 1660 die Diamanten zuerst so schleifen ließ. Unter den Diamanten der französischen Krone befindet sich noch einer von den zwölfen, welche zuerst diese Form erhielten, unter dem Namen des elften Mazarin.

Gravirt ist der Diamant wol nur sehr wenig oder gar nicht worden. Wenigstens darf man als gewiß annehmen, daß dasselbe bis zur Zeit des Plinius niemals geschehen ist, da dieser auch nicht ein Wort hierüber vorgebracht hat, als ob sich von selbst verstehe, daß mit diesem Könige der Edelsteine die Glyptik nichts zu schaffen habe. Ob dies nach der Zeit des Plinius geschehen sei, kann weder behauptet noch verneint werden, ist aber deshalb nicht wahrscheinlich, weil auch Solinus, Isidorus und Marbodus einer Bearbeitung desselben nicht gedenken. Man hat zwar einen Diamant mit dem Kopfe des Philosophen Posidonius aus der Sammlung des Lords Bedfort für einen antiken gehalten (Lippert, „Dactyl. Taus.", II, Nr. 387), allein dieser Stein steht zu isolirt da, als daß man zuverlässige Folgerungen daraus ziehen könnte. So sind auch die fünf Pasten bei Lippert („Myth.", Abschn. „Taus.", III, Nr. 357 fg.), angeblich von fünf Diamanten aus der Brühl'schen Sammlung, sehr problematisch.

Werth der Diamanten.

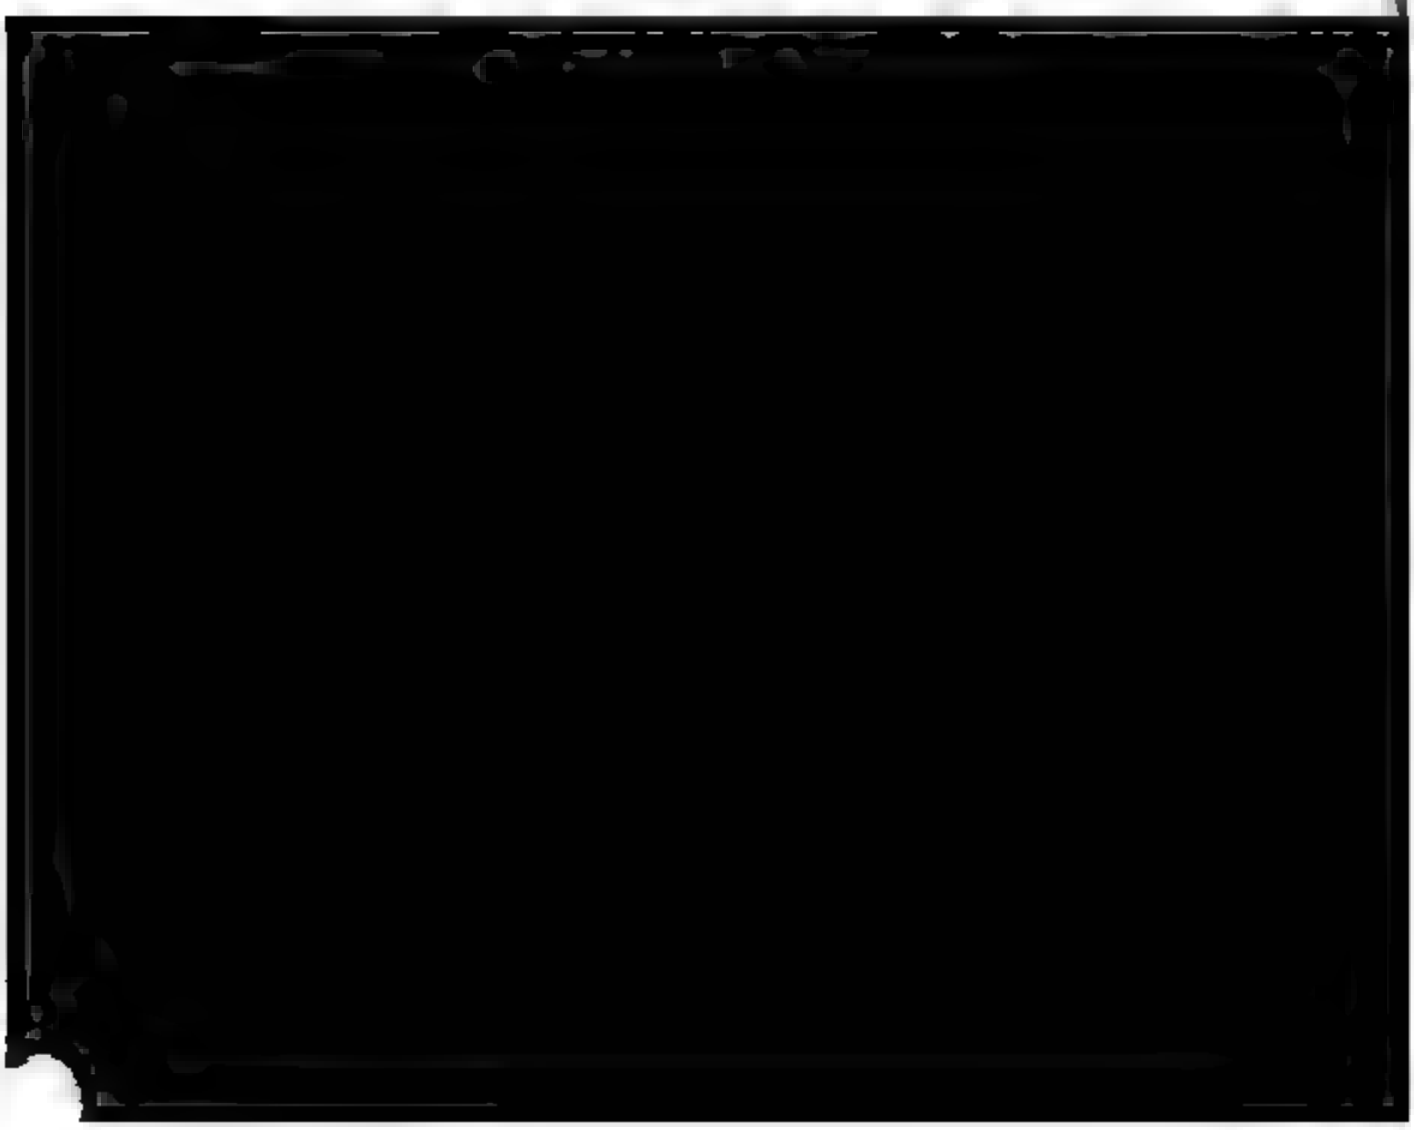

c. vom dritten Waſſer (couleurirte): die von grauer, brauner, gelber, grüner, blauer oder ſchwärzlicher Farbe, oder waſſerhelle, die verſchiedene größere Fehler zeigen.

Die Fehler bezeichnen die Juweliere mit folgenden Kunſtausdrücken: Aſche, graue Stellen, roſtige oder knotige Flecken, Adern, Sprünge, Ritze, Federn, Wolken, Sand, Körner, glaſige, matte, eiſige oder gelbe Flocken (Stroh). Spielt ein waſſerheller Diamant ins Braune, ſo heißt dies: er zuckt, wodurch er an Werth verliert. Gepanzert nennt man die Diamanten, welche nicht rein und hell ſind.

Um die Reinheit, beſonders der geſchliffenen Steine, genau zu erkennen, pflegt man die Diamanten anzuhauchen, damit ſie ihren Glanz auf kurze Zeit verlieren und das Auge nicht mehr ſo ſtark blenden können; wodurch man in den Stand geſetzt wird, ſie beſſer zu unterſuchen und ihre Fehler deutlicher wahrnehmen zu können. Auch wird der echte Stein nach dem Behauchen ſchneller wieder hell als der falſche.

3. Nach ihrem Schnitte (Taille). Durch ganz regelmäßiges Schleifen wird der Werth des Diamanten ſehr geſteigert und ein Brillant von einem Karat hat mehr als den vierfachen Werth eines rohen Steins von gleichem Gewicht. Es kommt auch vorzüglich in Betracht, ob die Höhe mit dem Umfange des Steins in Verhältniß ſtehe und ob die Flächen und Facetten regelmäßig und proportionirt zueinander ſind; weil das Feuer des Diamanten viel verliert, wenn der entgegengeſetzte Fall ſtattfindet. Auch hat die Form, welche dieſe Steine erhalten, den größten Einfluß auf den Preis derſelben. Ein Brillant iſt theuerer als eine Roſette, während dieſe wieder einen höhern Werth beſitzt, als Dick- und Tafelſteine; verſteht ſich bei Gleichheit der übrigen Verhältniſſe. Bei den Brillanten hat die Menge der Flächen wieder unter dieſen Einfluß auf den Preis. Einmal gemacht iſt der Brillant, wenn er gar keine Querfacetten an der Culaſſe beſitzt, ſondern bis zur Calette flach zugeſchliffen iſt; doppelt gemacht, wenn er eine Reihe Facetten am Untertheil hat, und dreimal gemacht, wenn er oben und unten alle Facetten nach der Regel beſitzt. Der Werth eines Steins wird nach dieſen Abſtufungen ſehr verändert, denn er ſteigt um ſo höher, je mehr derſelbe gemacht iſt.

4. Nach ihrer Größe. Dieſe hat außerordentlichen Einfluß auf die Beſtimmung des Werthes eines Diamanten, indem derſelbe mit ihr in außergewöhnlichem Verhältniſſe ſteigt. Steine von außerordentlicher Größe und Schönheit werden Parangon's oder Nonpareils genannt, d. h. die ihresgleichen nicht haben. Bisweilen führen ſie auch den Namen Solitärs. Sehr kleine Diamanten nennt man Salzkörner (grains de sel ou menu). Unförmliche Diamanten nennen die Steinſchneider Käſeſteine, und reine Octaëder erhalten den Namen „Pint“. Schwache T[illegible]n heißen diejenigen, welche nicht

dick sind, und unter Karatgut versteht man solche Steine, die unter ein Karat wiegen, während jene, welche schwerer sind, nach ihrem Gewicht vierkaratige, achtkaratige u. s. w. benannt werden.

§. 211. Bestimmung der Schwere.

Zur Bestimmung der Schwere bedient man sich in Sumbhulpur eines eigenen Gewichts, der Rutten und Maſcha. 7 Rutten = 1 Maſcha und 1 Rutte = 2 Gran. In Brasilien wird nach Karaten (Quilates) gewogen, $17^1/_2$ Quilates = 1 Drachme (Octava) = 32 Vintems = 70 Gran (Graos). Auch in den meisten andern Ländern bedient man sich des Karatgewichts, das jedoch an verschiedenen Orten, wie oben bemerkt wurde (vgl. §. 156), nicht gleiche Größe hat. Der Ausdruck Karat ist dem Namen eines afrikanischen Schotengewächses „Kuara" entlehnt. Im Schangallalande in Afrika, wo von jeher starker Goldhandel getrieben wurde, wog man das Gold mit den Fruchtkörnern dieser Pflanze und mit diesen Körnern wog man später auch die Diamanten in Indien.

Ueber den Handel mit Diamanten und die Preise derselben.

§. 212. Die Schätzung roher Diamanten erfordert viel theoretische Kenntnisse, aber noch mehr praktische Uebung. Obgleich die Diamanten aller Fundorte fast die nämlichen physikalischen Merkmale tragen, so haben doch die Steine

Bei der Schätzung großer roher Diamanten muß man die Eventualität
Auge fassen, daß oft der Stein nach dem Schnitte nicht den Grad der
enheit erreicht, den man erwartete, oft zeigen rohe Diamanten ein ganz
loses Aussehen, während sie im geschliffenen Zustande stark ins Gelbe spie-
ferner Fehler, die bei kleinen Steinen durch den Schnitt verschwinden oder
wenigstens dadurch verdecken lassen, treten bei größern um so schreffer
er. Beim Einkauf großer Diamanten, etwa über 50 Karat, muß man
l bedenken, daß deren Unterbringung sehr schwer und fast nur auf fürst-
Häuser beschränkt ist, und daß die Interessen des aufgewendeten Kapitals
Operation öfterer verlust als gewinnbringend machen.

Was die Schätzung kleiner Steine anbelangt, z. B. solcher, von welchen
auf das Karat gehen, bis zu zweikaratigen, so ist diese Arbeit außer
entlich ermüdend und zeitraubend, weil man jeden einzeln auf seine Echt
zu prüfen hat. Oft werden bei großen Partien farblose Spinelle, geglühte
ase, Zirkone u. s. w. betrügerischerweise darunter gemischt. Wenn es sich
um handelt, den Werth derselben vom Gesichtspunkte des Ertrags aus fest
stellen, so muß man zuerst die Steine vermittelst mehrerer Siebe nach ihrer
ße theilen und dann alle zu fehlerhaften, wie die zerbrochenen, starkgefärb-
, unreinen, eisigen, nicht spaltbaren u. s. w. entfernen, mit einem Worte
e sorgfältige Classification derselben treffen. Hierauf nimmt man einen
hern Preis im allgemeinen an und ermedrigt denselben um 10—15 Proc.,
den Verlusten auszuweichen, welche namentlich aus der Bildung nach dem
ulle zu Tage kommenden Färbung des Diamants zu entstehen pflegen.
an wird einsehen, was dieser wichtige Handel Gefahrvolles darbietet, zumal
an man bedenkt, daß unter allen denjenigen, welche sich lange mit Dia-
anten beschäftigten und eine vieljährige Praxis in der Schätzung derselben
ben, doch keiner positiv versichern kann, ob ein Krystall ein schöner Diamant
den wird oder nicht, sie besitzen in dieser Beziehung nur oberflächliche und
ßerordentlich veränderliche Anzeichen, welche oft grausam täuschen. Es er
rt dies den hohen Preis schöner, vollkommen fehlerfreier Diamanten.

Es ist schwer, um nicht zu sagen unmöglich, den constanten Werth roher
amanten zu bestimmen, weil ihr Preis außerordentlich nach Größe, Qualität
d Seltenheit variirt. Seit zwei Jahren hat der Preis der rohen Diamanten
(40—50 Proc. zugenommen und die Gründe davon sind leicht nachzuweisen.
ßdem daß die Entdeckung neuer Minderte die Production bedeutend vermehrt
, so hat die Verminderung der Sklaven in Brasilien die Ausbeutungsfesten
s Terrain verarm , zu Schmuck hat so bedeutend
genommen, daß
Jahren, weil
Zeit um Zeh
der Diamanten in den näch
ch eher vergrößern wird
manten im Partiepreise

ungefähr 27—35 Thlr., was gewiß sehr theuer ist, wenn man frühere Preise damit vergleicht. Zu Anfang der dreißiger Jahre bezahlte man noch für 1 Karat roher, aber gut schleifwürdiger Diamanten 14—16, höchstens 20 Thlr. Rohe Diamanten, welche sich nicht zum Schleifen eignen, von denen 12—15 Stück auf das Karat gingen und die zum Glasschneiden zu gebrauchen waren, wurden damals mit 12—18 Thlrn. das Karat bezahlt, und die geringsten Sorten, die man meist zu Diamantbort verwendete, kosteten 8—10 Thlr. das Karat.

§. 213. Im Handel mit Diamanten herrscht, abgesehen von dem kaufmännischen Grundsatze, daß man die Waare so hoch als möglich zu verkaufen sucht, große Redlichkeit, aber auch jede mögliche Strenge. Wenn es sich um irgendeine Partie Diamanten, mag sie nun gering oder selbst sehr beträchtlich sein, handelt, so geschehen die Vorschläge gewöhnlich durch Mäkler oder am häufigsten durch Mäklerinnen. Die Frauen, man kann nicht sagen warum, scheinen mehr Geschick oder vielmehr mehr Glück in diesem Handel zu haben, denn im Grunde genommen sind sie nur Zwischenhändlerinnen. Der Käufer, nachdem er sorgfältig die Steine geprüft hat, thut dann ein Angebot und versiegelt das Papier, welches sie enthält. Wird der Preis, welchen er geboten hat, später angenommen, so nimmt er die Steine nur, nachdem er sich überzeugt hat, daß sein Siegel unverletzt ist. Auf diese Art ist man sicher, daß die Partie nicht hat andern angeboten werden können, und daß die Steine, aus denen sie besteht, nicht vertauscht wurden. Diese Vorsichtsmaßregeln wer-

sehen haben und auch ziemlich den gleichen Werth repräsentiren, obschon man daraus einen Stein von 20 Karat hätte nehmen können, der für sich allein einen Gewinn von mehreren tausend Francs abwarf.

§. 214. Bei der Prüfung geschliffener Steine muß man vor allen Dingen darauf sehen, ob der Stein im Verhältniß zu seiner Dicke proportionirt geschliffen ist, d. h. ob sein Gewicht nicht den Anschein desselben übertrifft. Vortheilhaft geschliffen ist er dann, wenn man ihn dem Anschein nach für schwerer hält, als er wirklich ist, vorausgesetzt natürlich, daß alle seine Theile im richtigen Verhältnisse stehen, denn wenn er zu flach ist oder für sein Gewicht zu sehr in die Breite gezogen, so vermindert sich der Werth. Dann hat man nur noch den Grad der Klarheit und vorzugsweise den Glanz zu prüfen, Eigenschaften, welche nicht immer vereinigt sind, denn es gibt Brillanten von außerordentlicher Klarheit, welche doch im ganzen wenig Glanz besitzen. Dann sieht man, ob der Stein nicht Fehler zeigt, wie Flecken, Punkte, eisige Stellen u. s. w., ob der Schnitt correct ist, die Rundiste genügend scharf, die Culasse in der Mitte der Tafel u. s. w. Bei den Brillanten ist die Form eines abgerundeten Vierecks am vortheilhaftesten. Denn ganz runde Steine, obwol sie das Farbenspiel schön hervorheben, bringen doch eine weniger gute Spiegelung hervor. Bei den Rosetten sind umgekehrt die runden die schönsten, die birnenförmigen sind schon weniger geschätzt.

§. 215. Was den Preis geschliffener Steine anbelangt, so richtet sich derselbe stets nach ihrer Vollkommenheit; es ist daher unmöglich, einen bestimmten, selbst nur annähernden Werth dafür festzusetzen, denn zwischen einem vollkommenen Steine von 15 Karat und einem von demselben Gewicht, aber mit Fehlern, kann eine Differenz im Werthe von 25000 Fr. stattfinden. Gegenwärtig kostet ein schön geschnittener Brillant von einem Karat circa 80—86 Thlr., während er zu Anfang der dreißiger Jahre nur 56—60 Thlr. galt. Man kann nach den verschiedenen Formen etwa folgende Durchschnittspreise annehmen:

Brillanten	erster	Sorte	von	1	Karat			80	Thlr.	
»	»	»	»	3	Gran			64	»	das Karat.
»	»	»	»	2	»			56	»	» »
»	»	»	»	1	»			48	»	» »
»	»	»		8	auf	das	Karat	48	»	» »
»	»	»		16	»	»	»	51	»	»
»	zweiter	Sorte		8	»	»	»	38	»	
»	»	»		16	»	»	»	40		
»	»	»		20	»	»	»	42		

Holländische Rosetten von			1	Karat			54	Thlr.		
»	»	»	3	Gran			46	»	das	Karat.
»	»	»	2	»			43	»	»	»
»	»	»	1	»			38	»	»	»
»	»		8	auf	das	Karat	43	»	»	»
»	»		16	»	»	»	44	»	»	»
»	»		50	»	»	»	48	»	»	»
»	»		100	»	»	»	54	»	»	»

Rosetten von 200 — 500 auf das Karat kosten im Partiepreise ungefähr 10 Ngr. das Stück, und solche von 1000 auf das Karat ungefähr 4 Ngr. das Stück. Große gutgeschnittene Rosetten von Anvers bezahlt man mit 27 Thlrn. das Karat, und solche von 2 Gran mit 16 — 22 Thlrn. das Karat.

Wie sehr die Preise gestiegen sind, kann man ersehen, wenn man folgende, die vor nicht ganz 30 Jahren aufgestellt wurden, damit vergleicht:

Ein Brillant	erster	Sorte	von	1	Karat	56	Thlr.
»	zweiter	»	»	1	»	36	»
Eine Rosette	erster	»	»	1	»	24	»
»	zweiter	»	»	1	»	20	»
Ein Tafelstein			von	1	Karat	18	»
Brillanten	30—35	Stück	1	Karat	schwer	25—30	Thlr.
»	20	»	1	»	»	44	Thlr.
»	10	»	1	»	»	40	»
»	5	»	1	»	»	36	»
»	4	»	1	»	»	37	»

Rosetten zum Einfassen, wo 40 und mehr Stück auf das Karat gehen, kosteten 18 — 24 Thlr. das Karat, größere stiegen bis zu 36 Thlr. das Karat.

§. 216. Was den Werth größerer Diamanten betrifft, welche über ein Karat schwer sind, so vermehrt sich derselbe beträchtlich im Verhältniß zum Gewicht. So würden z. B. 15 einzelne Diamanten, von denen je einer ein Karat schwer ist, zusammen ungefähr 1200 Thlr. kosten, während ein einziger Brillant von 15 Karat Gewicht, wenn er fehlerfrei ist, einen Werth von 14—16000 Thlrn. hat. Tavernier und der Engländer Jeffries haben eine Regel angegeben, nach welcher der Werth großer Diamanten bestimmt werden soll, die nach und nach in alle Schriften, welche über Diamanten oder Edelsteine überhaupt handeln, übergegangen ist, nach der man sich aber in der Praxis nur in seltenen Fällen richtet. Diese Regel ist folgende: Man stellt das Gewicht des ersten Karats fest, multiplicirt hierauf das

Gewicht des Steins mit sich selbst und dann das erhaltene Product mit dem Preise des ersten Karats. (Ein anderes Verfahren, den Werth eines großen Diamanten zu bestimmen, war oben bei den brasilianischen Diamanten von Tschudi angegeben worden, vgl. §. 200.) Es wiege z. B. ein Brillant 2 Karat und bei Untersuchung seiner Eigenschaften habe sich ergeben, daß das Karat 80 Thlr. werth sei, so erhält man durch folgende Rechnung den Werth des Steins:

$$2 \times 2 \times 80 = 320 \text{ Thlr.}$$

Demnach wäre der Preis eines geschliffenen Brillants erster Sorte:

von	1	Karat	80 Thlr.	von	7	Karat	3920 Thlr.
»	2	»	320 »	»	8	»	5120 »
»	3	»	720 »	»	9	»	6480 »
»	4	»	1280 »	»	10	»	8000 »
»	5	»	2000 »	»	20	»	32000 »
»	6	»	2880 »	»	100	»	800000 »

§. 217. Auf diese Weise gelangt man jedoch nicht immer zu genauen Preisen, besonders wenn die Steine größer sind und das Gewicht von 8—10 Karat übersteigen, weil sich für so große Steine nur selten Käufer finden und der Händler daher oft eine bedeutende Summe Zinsen darauf zu schlagen hat. Daraus erklärt sich auch die große Verschiedenheit im Preise großer historisch bekannter Diamanten. Um den Leser einigermaßen mit den Preisen großer Diamanten bekannt zu machen, wollen wir hier die Schätzung der französischen Krondiamanten vom Jahre 1791 anführen, welche auf Befehl der Nationalversammlung durch eine Commission der erfahrensten Juweliere ausgeführt wurde:

Zahl.	Totalgewicht in Karaten.	Werth in Francs.	Bemerkungen.
1	$136^{7}/_{8}$	12,000000	Der Regent.
1	$67^{1}/_{8}$	3,000000	Blauer Diamant.
1	$53^{3}/_{4}$	1,000000	Sancy.
1	$31^{3}/_{4}$	300000	Am goldenen Vlies.
1	$28^{3}/_{8}$	250000	An der Krone.
1	$26^{3}/_{4}$	150000	Ebenda.
1	$24^{13}/_{16}$	200000	Birnenförmig.
1	$21^{1}/_{8}$	250000	Spiegel von Portugal.
1	$20^{7}/_{8}$	65000	An der Krone.
1	$20^{3}/_{4}$	48000	Ebenda.
3	$55^{3}/_{4}$	180000	Jeder ungefähr 18 Ka·
3	$51^{3}/_{16}$	118000	» » 17
1	16	50000	Der zehnte M

Zahl.	Totalgewicht in Karaten.	Werth in Francs.	Bemerkungen.
3	$43^{7}/_{8}$	205000	Ungefähr 14 Karat jeder.
2	$27^{1}/_{8}$	95000	» $13^{1}/_{2}$ » »
4	$45^{3}/_{4}$	50000	» 11 » »
4	$41^{1}/_{4}$	94000	» 10 » »
6	$56^{1}/_{16}$	130000	» 9 » »
35	$249^{3}/_{16}$	472000	» 7 » »
17	$90^{1}/_{16}$	164000	» 5 » »
21	$92^{3}/_{8}$	113400	» $4^{1}/_{2}$ » »
29	$98^{7}/_{8}$	92500	» $3^{1}/_{2}$ » »
88	$207^{7}/_{8}$	98050	» $2^{1}/_{8}$ » »
94	$149^{1}/_{4}$	60800	» $1^{1}/_{2}$ » »
13	$13^{1}/_{2}$	2160	» 1 » »
37	$27^{3}/_{4}$	5027	» 3 Gran »
433	229	39737	» 2 » »
679	$79^{7}/_{8}$	13277	» $1^{1}/_{2}$ » »
229	$16^{7}/_{8}$	2560	» $^{1}/_{4}$ » »

Halbbrillanten (Demi-brillants).

2	$14^{1}/_{8}$	14000	7 Karat ungefähr jeder.
1	$6^{3}/_{4}$	8000	
2	$8^{5}/_{16}$	10000	4 » » »
4	$13^{3}/_{16}$	14500	$3^{1}/_{4}$ » » »
1	2^{3}	1200	

18. Im Jahre 1810 wurde auf Befehl Napoleon's ein neues
m aufgenommen, welches wir hier im Auszuge mittheilen wollen:

ıbe ıstände.	Angabe der Steine.	Zahl.	Gewicht.	Werth in Francs und Centimes.		Totalsumme.	
			Karat.	Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
.	Brillanten	5206	1872 1/8	11,686504	85		
.....	Rosetten	146	— 7/8	219	—	14,702788	85
	Sapphire	59	120	16065	—		
.....	Rosetten	1569	308 1/4	.....		261365	99
hwert ...	Brillanten	410	135 3/4	.....		71559	30
.....	Brillanten	1576	330 3/4	.....		241874	73
ınd Binde	Brillanten	217	341 25/32	.....		273119	37
.....	Brillanten	127	102 7/8	.....		191834	06
Mantel..	Brillanten	197	61 3/16	30605	—	68105	—
	Opale	1	—	37500	—		
en und							
änder...	Brillanten	120	103 3/8	.....		56877	50
.....	Brillanten	21	29 11/16	.....		240700	—
Hut und							
.....	Brillanten	27	83 5/16	.....		89100	—
Heiligen							
.....	Brillanten	443	194 5/16	.....		325956	25
ırenlegion	Brillanten	393	82 3/16	34525	95	44678	75
	Rosetten	20	1/8	40	—		
ırenlegion	Brillanten	305	43 1/4	10082	—		
	Rosetten	15	1/16	30	—		
s Rubinen	Rubine	399	410 17/32	211336	68	393758	59
llanten	Brillanten	6042	793 7/16	181925	41		
	Rosetten	327	—	496	50		
s Brillan-	Brillanten	3837	558 3/16	129951	—	283816	09
pphiren	Sapphire	67	768 1/4	153865	—		
ı Türkisen	Brillanten	3302	434 1/8	87920	63	130620	63
anten	Türkisen	215	—	42900	—		
	Perlen	2101	5912 27/32	1,164123	—	1,165163	—
ck	Rosetten	320	—	640	—		
.....	Brillanten	26	106 3/8	.....		133900	—
Aehren-							
.....	Brillanten	9175	1033 1/8	.....		191475	62
.....	Brillanten	250	92 9/32	.....		47451	87
len	Brillanten	480	49 1/4	.....		8352	50
		37393	13968 11/32			18,922718	10

19. Bei farbigen Diamanten kommt es vorzüglich auf die
der Farbe und die Größe an; ist die erstere sehr schön und rein,
ie einen Werth, der den der farblosen übersteigt. So wurden
er Versteigerung der Kunstgegenstände und Edelsteine des Marquis
Paris folgende Diamanten um die beigesetzten Preise verkauft:

ün 8 Gr. schwe	für 900 Fr.
» 10 »	600 »

Ein 11 Gr. schwerer rosenrother Diamant für 2000 Fr.
» 12 » » rauchgrauer » » 700 »
» 15 » » hyacinthfarbener » » 1560 »

Ein anderer von gleichem Gewicht und ähnlicher Farbe, aber weit schöner, wurde in derselben Versteigerung von Herrn von Augny um 2800 Fr. gekauft.

In Fig. 132 u. 133 ist eine Reihe von viereckigen Brillanten und ebenso vielen runden Rosetten von 1 — 100 Karat dargestellt, um die Größe derselben bei regelmäßigem Schnitte anschaulich zu machen. Die Länge der unter die Figuren gezogenen Linien zeigt die Höhe, d. i. die Dicke der Steine. Die Größe der kleinen Unterfläche aber ist durch die unter diesen Strichen stehenden Achtecke angedeutet. Die dabeistehenden Zahlen geben das Gewicht in Karaten an.

§. 220. Verfälschungen.

Beim Ankaufe von Diamanten, besonders aber der gefaßten, hat man sich vor Verfälschungen und Betrug sehr in Acht zu nehmen. Das beste Kennzeichen für die Echtheit der Diamanten bleibt immer seine außerordentliche Härte, welche man im Zweifel immer auf einer kupfernen Scheibe erproben kann. Die gewöhnlichsten Verfälschungen, welche vorkommen, sind:

1. Halbe Brillanten. Hierunter versteht man einmal solche Steine, die nur nach oben die Form eines Brillanten haben und deren Unterheil [illegible]

nicht allein einen bedeutenden Ruf, sondern auch eine gewisse sich an die Weltgeschichte knüpfende Wichtigkeit erhalten haben, um so mehr, da sie ihre Existenz und ihr Alter auf mehrere Jahrhunderte hinaus nachweisen können. Von den wenigen großen Diamanten, die bisher der Erde entnommen wurden, hat jeder sozusagen seine eigene Geschichte; an die von manchem knüpft sich eine Reihe von Gewaltthaten und Verbrechen.

§. 222. Der größte existirende unter den Diamanten ist der unter dem Namen „Braganza" aufgeführt werdende, der im Jahre 1741 in einer Diamantengrube in Brasilien aufgefunden wurde und sich jetzt im portugiesischen Staatsschatze befindet. Er wiegt in seinem noch rohen Zustande angeblich 1680 Karat oder 12½ Unzen, ist von der Größe eines Hühnereies und soll einen Werth von 389 Millionen Thalern haben. Da er nicht geschliffen wird, zweifelt man stark an seiner Echtheit und hält ihn nur für einen weißen ausgezeichneten Topas (wie denn der Diamant von Dupoisat, der im Jahre 1858 soviel Aufsehen erregte, sich bei der Prüfung in Wien auch nur als ein Topas erwies). Auch ist ein Stück davon abgebrochen, welches der Finder, der die Härte des Steins auf ungeschickte Weise erproben wollte, mittels eines Hammers und Amboßes davon abgeschlagen hatte. Nach der neuern Angabe in dem „Handwörterbuche der reinen und angewandten Chemie u. s. w." von Liebig soll derselbe nicht mehr als 95 Karat oder etwas über $1^3/_{10}$ Loth wiegen, was allerdings eine sehr variirende Angabe mit der frühern Annahme wäre. Officielles erfährt man darüber nicht, da die portugiesische Regierung wahrscheinlich aus Finanzrücksichten darüber jede Auskunft unterdrückt.

§. 223. Jedenfalls war der angeblich straußeneigroße, 6400 Karat schwere Diamant, den der 1809 verstorbene wunderliche Hofrath Beireis zu Helmstedt in seinem Naturaliencabinet aufbewahrte, nur selten vorzeigte und nie oder nur ausnahmsweise aus der Hand gab, auch nur ein Topas, wenn nicht gar ein Bergkrystall. Beireis erzählte, ein chinesischer Kaiser habe das kostbare Juwel bei ihm versetzt. Er zeigte es nur wenigen Kennern; doch Goethe gehörte zu den Bevorzugten. Nach seinem Tode fand sich die vorgebliche Kostbarkeit nicht in seinem Nachlasse.

§. 224. Der größte jetzt bekannte Diamant ist wol der des Radscha von Mattan auf Borneo. Er ist vom reinsten Wasser, wiegt 367 Karat und hat eine birnförmige Gestalt mit einer einspringenden Höhlung an dem kürzern Ende. Man fand ihn vor etwa 100 Jahren bei Landak und er ist, obgleich schon mehrere Kriege um seinen Besitz geführt worden sind, doch bisher Eigenthum der mattanischen Fürstenfamilie geblieben. Als ein Gouverneur in Batavia ihn zu kaufen wünschte und 150000 Dollars nebst 2 Krieg[illegible] mit Kanonen und Munition und außerdem noch eine Anzahl g[illegible] mit Pulver und Kugeln dafür bot, erklärte der Radscha, ihn [illegible]

der Welt von ſich laſſen zu wollen, da er ihn als einen Talisman verehre, auf dem ſein und ſeiner Familie Glück beruhe.

§. 225. Den größten Ruf genoß jedoch der Diamant des Großmoguls in Delhi, der als „Koh-i-noor" (Berg des Lichts) eine Rolle auf der londoner Induſtrieausſtellung ſpielte (Fig. 134 u. 135 a u. b). Die früheſte Geſchichte deſſelben verſchwindet in der dunkeln Ferne alter Jahrhunderte. Die alten Sagen aus Indiens glänzender Vorzeit führen ſein Alter auf den indiſchen Helden Vikramaditya 56 v. Chr., ja ſelbſt auf das fabelhafte Zeitalter Kriſchna's zurück. Mit Gewißheit aber kann man ſeine Geſchichte erſt ſeit dem Anfang des 14. Jahrhunderts verfolgen, wo er nach den Angaben des Sultans Baber nach der Eroberung von Malwa, wo er wahrſcheinlich jahrhundertelang das Kronjuwel der unabhängigen Radſchas von Malwa geweſen war, durch Ala-ed-din im Jahre 1304 in den Schatz von Delhi kam. Durch die Schlacht von Paniput, in welcher Ibrahim Lodi und mit ihm ſein Bundesgenoſſe und Zinspflichtiger, der Radſcha von Gwalior, Vikramadſchit, der Hüter der Feſte von Agra, fielen, machte ſich bekanntlich Baber, der erſte der Moguldynaſten aus dem Hauſe Timur, im Jahre 1526 zum Herrſcher von Hindoſtan. Die Familie des Vikramadſchit und die Häupter ſeines Stammes waren zu dieſer Zeit in Agra. Bei der Ankunft Humayun's, des Sohnes von Baber, wollten ſie entfliehen, wurden aber von denen, die ſie beobachteten, aufgehalten und als Gefangene zurückgebracht. Humayun erlaubte nicht, daß ſie geplündert wurden, wofür ſie ihm freiwillig ein Peſchkaſch

wernier's Zeit entstande, kein genaues Resultat erwarten. Die 8 Mysthals
ber's dagegen bieten ein weit sicheres Feld zur Schätzung des Gewichts
Diamants. Der Mysthal ist ein persisches Gewicht und scheint der Schwan
ng oder Veränderung im Werthe zu verschiedenen Zeiten oder an verschie
den Orten weit weniger unterworfen gewesen zu sein als der Rati Der
rkische Mysthal oder Halb Dirhem wiegt 74,5 Gran Troy und 8 dieser
so gleich 596 Gran oder 187,58 Karat Der Kohinoor wog in der Aus-
lung von 1851 186 Karat. Dies würde ein Gewicht von 1,818 Gran
den Rati bedingen, eine Zahl, die nahezu derjenigen gleichkommt, welche
Münzen Akbar's geben.

Der Diamant vererbte sich nun in der Moguldynastie, und wir erhalten
zum zweiten male bestimmtere Nachrichten über ihn durch Tavernier, welcher
ihn unter den Juwelen Aurengzeb's sah. Dieser, welcher 40 Jahre als
Juwelier im Orient reiste, um Edelsteine zu kaufen, erhielt 1665 von Au
rengzeb die Erlaubniß, die Juwelen des Schatzes zu sehen, anzufassen, ja
gar zu wiegen, und unter diesen war einer, der alle andern an Größe und
Werth übertraf. Er beschreibt ihn [1]) als Rosette von der Form eines halb
durchschnittenen Eies und einem Gewichte von 319½ Ratis = 186 Karat.
Aber sei das Gewicht des Steins viel grösser gewesen (er gibt es auf
319⅝ Karat an, während gewöhnlich die Hälfte des rohen Diamants als
Gewicht des geschliffenen angenommen wird), als Schah Jehan ihn dem
venetianischen Steinschneider Hortensio Borgio anvertraut habe, welcher ihn
so dermaßen verschnitt, daß der Kaiser ihm nicht allein den Lohn für den
Schnitt versagte, sondern ihn auch um 1000 Rupien strafte, das ist um alles,
was Borgio besaß.

Merkwürdigerweise schreibt aber Tavernier diesem Diamant eine andere
Geschichte zu, und macht ihn identisch mit dem grossen Diamanten, welchen
der Dekumla, der Minister des Königs von Golkonda, weggegeben haben
soll, um den Schah Jehan, beim Uebertritt in seinen Dienst, aus einer Stelle,
welche ihm keine Sicherheit mehr bot, gnädig für sich zu stimmen. Dieser
Diamant wird auch von Bernier erwähnt und scheint wirklich existirt zu haben.
Es fällt zu stellen, welcher dieser beiden geschichtlichen Diamanten der Kohinoor
sei. Lang Mackelyne in seinem Bericht über die londoner Ausstellung umständ
lich Tavernier's Beschreibung ein und verglich sie mit dessen Zeichnung von
denselben und mit der Sprache, die er an einer andern Stelle seiner Schil
derung führt. Er zeigte, daß Tavernier's Berichte [illegible] hat man wenig,
was aber von seiner Zeichnung des Diamanten [illegible] existire,
im ganzen genommen, mit auf Jenen [illegible] denselben

[1] Six voyages en Turquie, en Perse
Bruges, deutsch Ausg.

des jetzt in England befindlichen Diamanten darstelle, vorausgesetzt, er sei auf eine solche Art gefaßt gewesen, daß der untere Theil desselben verborgen blieb. Aus einem andern Grunde schien es indessen wahrscheinlich, daß der Diamant, welchen Tavernier sah, nicht derjenige war, den er zu sehen geglaubt, und von dem er ohne Zweifel Schilderungen in den Minen von Golkonda vernommen hatte, sondern daß es der Diamant Baber's war.

Aurengzeb hielt seinen Vater als Staatsgefangenen fest. Schah Jehan war von seinem unkindlichen Besieger aufgefordert worden, ihm einige der glänzenden Juwelen zu übergeben, die er in seiner Gefangenschaft behalten hatte. Anfangs schlug Schah Jehan dieses Ansinnen unwillig ab und drohte mit Vernichtung der Edelsteine; später aber, einige Zeit vor seinem Tode lieferte er einzelne derselben aus, behielt jedoch noch sehr viele. Nach seinem Tode wurden diese dem Aurengzeb von seiner Schwester Dschihanira übergeben. Würde Schah Jehan dem Aurengzeb einen Diamanten übergeben oder zurückbehalten haben (vorausgesetzt, daß er beim Schneiden der Zerstörung entging), welcher der Preis seiner Einmischung in die Angelegenheiten von Golkonda und vielleicht die letzte Ursache des Triumphes seines Sohnes über ihn gewesen war? Weit wahrscheinlicher würde er ihm den wahren Moguldiamant, das stolzeste Kleinod der Eroberungen seiner großen Vorfahren und dasjenige übergeben haben, auf welchem Aurengzeb unweigerlich bestand. Tavernier sah die Kleinodien Aurengzeb's am 3. November 1665. Schah Jehan starb im Februar 1666. Tavernier sah nur Einen sehr großen Diamant. Die Data

, mit der königlichen Binde umwickelt, von den kostbarsten Perlen strotzte. e Ceremonie war höchst feierlich. Beide Herrscher wechselten die Versiche- ngen ewiger Freundschaft und Brüderlichkeit zur Freude des ganzen Hofes. ie erstaunte aber Mahommed, als Nadir-Schah, gleichsam von seinen freund- aftlichen Gefühlen fortgerissen, die höchste Bekräftigung ihres Bundes vor- lug, den Tausch der Turbane. Für Mahommed war hier nichts zu über- gen. Das Verhältniß erlaubte keine Weigerung und Nadir-Schah ließ ihm ch nicht viel Zeit zum Ueberlegen. Er nahm seine Mütze ab und setzte sich n Turban Mahommed's auf. Mohammedanische Herrscher sind in der feinen unst der Selbstbeherrschung gut geschult. Dem Schah war nichts anzusehen b Nadir-Schah blieb ungewiß, ob ihm seine List gelungen. Seine Un- uld ließ ihn nicht länger mehr verweilen. Unter den gegenseitigen er- uten Versicherungen der aufrichtigsten Freundschaft und Zuneigung trennten h die Herrscher. Nadir-Schah, in seinem Zelte angekommen, nahm sofort n Turban ab und begann denselben aufzuwickeln; er fand hier ein Päckchen, b dies öffnend, den Stein, den er zuerst mit dem Namen Koh i noor berg des Lichts) begrüßte. Er wurde mit all dem fabelhaften Reichthum, n das persische Heer mit sich führte, nach Kherassan gebracht.

Von Nadir Schah kam er in die machtlosen Hände seines Sohnes Schah ruh, allein er gehörte nicht unter die Kleinodien, die später unter so furcht- aren Martern von ihm erpreßt wurden. Von ihm erhielt ihn Ahmed- chah, der Gründer der Abdalidynastie von Kabul. Die Geschichte Ahmed- chah's, des Gründers des nur kurze Zeit dauernden Turanreichs, ist die ller andern historischen Namen. Die von Nadir eroberten Reiche fielen nach inem Tode auseinander. Der Afghane, „Feldherr über sein Roß und err über seinen Schatz", sicherte sich die seine heimischen Pässe umgeben- n Staaten und bildete daraus ein Reich, das sich von Multan bis Herat, m Peschawer bis Kandahar erstreckte. Von seinem afghanischen Horste stieg herunter, um dem Sohne seines alten Herrn in der Stunde seines Un- ücks hulfreich beizuspringen, benegelte ein Bundniß mit ihm und führte den rten Diamanten zurück, dessen Schönheiten „sein blinder Eigenthümer cht mehr sehen konnte" und der abermals ein zweideutiges Symbol r Freundschaft zwischen Herrschern wurde, von denen der den Diamant ein anzende der stärkre war.

Von Ahmed Schah vererbte er sich mit dem Throne auf seine Söhne. as wildromantische Leben Schah Zaman[illegible]wo in nicht geringer Verbin ung mit diesem Edelsteine [illegible] r einer Feste verborgen, iche Schah Jemaun's Gefä[illegible] an der Brust Schah huja's, als die englische [illegible] bauer machte. nd brachte seine A[illegible] mit Erfolg

zur Geltung und der auf Befehl Mahmud's seiner Augen beraubte König von Kabul wanderte in die Verbannung. Allein sein Gefährte in diesem Exil war der Kohinoor, und von Peschawer nach Kaschmir verjagt, von Kaschmir nach Lahore vertrieben, wurde Schah Schuja scheinbar der Gast, in Wirklichkeit der Gefangene Rundschit des Löwen. Rundschit-Singh war zwar kein Kenner von Edelsteinen, setzte aber hohen Werth auf den Besitz derselben. Er hatte von dem Kohinoor nur gehört und versuchte jedes Mittel, um ihn in seine Hände zu bringen. Wuffo-Begum, die Gemahlin des unglücklichen Königs, die ebenfalls bei Rundschit Schutz gesucht, den dieser ihr zugesichert hatte, wohnte infolge dessen in Schadera. Rundschit ließ sie auffordern, ihm den Stein zu geben. Sie erklärte, denselben nicht zu besitzen. Er ließ darauf ihr sämmtliches Besitzthum mit Gewalt wegnehmen und nach Lahore bringen. Steine von hohem Werthe kamen dadurch in Rundschit's Hände, so kostbar, wie er dergleichen noch nie besessen, und er glaubte, daß der Kohinoor darunter sei. Von den übrigen Dingen wurde vieles zurückbehalten, wie Teppiche, Shawls u. s. w., und der Begum nur weniges zurückgegeben. Bald erfuhr Rundschit jedoch, daß der Kohinoor sich nicht unter jenen Steinen befinde. Er ließ nun die Begum aufs schärfste bewachen; zwei ihrer vertrautesten Personen wurden in Gefangenschaft gesetzt und dem Personal der Senana selbst Brot und Wasser entzogen. Niemand durfte, ohne untersucht zu werden, bei der Begum aus- und eingehen, zugleich wurde erklärt, daß nur die Auslieferung des Kohinoor Rundschit be-

daß der Stein sich nicht in ihren Händen befinde, sondern an einen Kaufmann in Kandahar verpfändet sei. Rundschit griff nun wieder zu den frühern Zwangsmaßregeln; die Begum wurde nochmals zum Hunger verurtheilt; jedoch weder dieses noch andere Mittel und Versuche hatten günstigen Erfolg. Endlich versprach Schah Schuja selbst, den Stein auszuliefern, und es wurde ein Tag festgesetzt, wo der Kohinoor Rundschit Singh überliefert werden sollte.

Es war am 1. Juni 1813, als Rundschit mit mehreren seiner Vertrauten und einigen Kennern des Steins sich zu Schah Schuja nach Schadera begab. Man begrüßte sich und ließ sich nieder. Eine Todtenstille herrschte und niemand schien diese Stille unterbrechen zu wollen. Eine Stunde war vergangen; Rundschit, wiewol ungeduldig, scheute sich dennoch das allgemeine Schweigen zu unterbrechen und gab einem seiner Vertrauten ein Zeichen, demselben zuflüsternd, Schah Schuja an den Zweck dieser Zusammenkunft zu erinnern. Der Schah winkte einem Sklaven, dieser ging und kam bald mit einem Päckchen zurück, welches er in gleicher Entfernung von Rundschit und dem Schah auf den Teppich niederlegte, darauf trat wieder die vorige Stille ein. Es verging abermals geraume Zeit, Rundschit's Ungeduld stieg mit jeder Minute und ließ ihn endlich nicht länger zögern, diesem peinlichen Zustande ein Ende zu machen. Er gab einem seiner Leute ein Zeichen, das Päckchen aufzuheben. Dieser gehorchte und wickelte es auf. Der Stein zeigte sich und wurde als der echte Kohinoor erkannt. Rundschit vergaß bei dem Anblicke des langersehnten Kleinods alles Vorhergegangene. Er brach das lange Schweigen und fragte den Schah: „Auf was schätzest du seinen Werth?“ „Auf gut Glück“, erwiderte Schah Schuja, „denn er ist stets das Eigenthum dessen gewesen, der seine Feinde besiegt hat.“

Nach den Berichten eines glaubwürdigen Augenzeugen dieser Zusammenkunft war die Haltung Schah Schuja's überaus Achtung gebietend und machte einen tiefen Eindruck auf die Versammlung. Rundschit Singh, der außerdem durchaus nicht so delikat gewesen, sei dadurch vollkommen niedergehalten worden, obgleich kein Wort als jene kurze Frage und Antwort gewechselt wurde. Niemand, Rundschit selbst vielleicht nicht ausgenommen, sei weggegangen, ohne sich gezwungen zu haben, daß er die Seelenstärke eines gesunkenen Fürsten gesehen habe, die er achten müsse.

Der Kohinoor befand sich nun, in ein Armband gefaßt, unter den Kronjuwelen von Lahore. Seitdem trug ihn Rundschit bei allen öffentlichen Gelegenheiten. Auf seinem Todtenbette wurde ein Versuch gemacht, ihn zu bewegen, den Stein dem Gotte Jaga [illegible] zu verehren. Es wird gesagt, daß er seine Bestimmung [illegible] Derwische gegeben habe, daß aber der Schatzmeister [illegible] wahr sprechendes Dementi zuwachen [illegible] ehe ein solches zu

erlangen gewesen. Mehrere der nachfolgenden Herrscher genossen nun noch den Schatz. Nach der Ermordung des Sir-Singh blieb er unter den Kostbarkeiten von Lahore, bis der junge siebenjährige Radscha Dalib-Singh von der englischen Regierung anerkannt und ein englischer Resident nebst Truppen in Lahore stationirt worden war. Da brach jene bekannte Empörung zweier Regimenter der Sikhtruppen aus, in deren Folge die Kronjuwelen und unter ihnen der Kohinoor als Beute der englischen Truppen erklärt wurden, die ihn am 3. Juni 1850 der Königin von England darbrachten.

Als die Ostindische Compagnie der Königin Victoria den Kohinoor vorlegte, hatte er eine unregelmäßige Eiform und die Schneidung war so ungeschickt vorgenommen worden, daß sein Aussehen kaum das eines geschnittenen Krystalls übertraf. In den Seiten waren Vertiefungen, die man zum Zwecke der Befestigung bei seiner frühern Fassung hineingeschnitten hatte, und nahe der Spitze befand sich ein kleiner Riß. Er besaß eine octaëdrische Structur, trotz welcher er dennoch im polarisirten Lichte Streifen von polarisirtem Farbenlichte zeigte. Seine Unterseite war eben und entsprach ohne Zweifel einem Blätterbruche, desgleichen die entstellende Fläche O, obgleich der Winkel beider untereinander etwas kleiner als $109\frac{1}{2}$ Grad war. Der berühmte englische Physiker David Brewster, welchem Prinz Albert den Kohinoor übergeben hatte, um sein Urtheil über die zweckmäßigste Form abzugeben, welche er beim Schleifen zu erhalten habe, fand in ihm wie in vielen andern Diamanten mehrere kleine Höhlungen, welche er der Ausdehnungskraft eines zusammengedrückten

auf 106 1/16, ein Verlust, der ansehnlich weniger beträgt, als er sonst zu sein pflegt, indem man ihn im Durchschnitt auf die Hälfte oder mehr berechnet. Obgleich er aber nicht mehr der Acht-Mischkal-Diamant ist, welchen Baber auf den halben täglichen Unterhalt der Welt schätzte, ist er dennoch derselbe Edelstein, der seinen Glanz über die Glorien jeder Dynastie verbreitete, welche durch den Ruhm ihrer Waffen seit vielleicht 1000 Jahren die Bewohner des Morgenlandes geblendet hat.

§. 226. Auffallenderweise hat der „Orlow" oder „Amsterdamer" Diamant (Fig. 136), welcher, 194 3/4 Karat schwer, die Spitze des russischen Reichsscepters schmückt [1]), gleichfalls unten wie der Kohinoor eine ebene Fläche. Er ist vollkommen rein, fast halbkugelig und von unvortheilhaftem Schnitt, denn um ihm möglichst viel Masse zu lassen, ist er an seiner Oberfläche mit concentrischen Reihen von dreiseitigen Facetten und einer untern Reihe vierseitiger Facetten versehen. Seine Grösse ist die eines Taubeneies, denn er hat 10 Linien Höhe und 15 1/3 Linie untern Durchmesser. Er stammt aus den alten Gruben Indiens und soll nach der Sage früher eines der Augen der berühmten Statue des Sberigan im Tempel des Brahma gebildet haben. Später fand er sich mit einem andern großen im Thronsessel des Schah Nadir von Persien. Bei dessen Ermordung wurde er von einem französischen Grenadier, der dort Dienste genommen hatte, entwendet. Dieser floh damit nach Malabar und verkaufte ihn dort an einen Schiffskapitän für 14000 Thlr., der ihn wieder für 84000 Thlr. an einen Juden überließ. Von diesem erhielt ihn für eine große Summe Geldes der armenische Kaufmann Schafras, von dem ihn die Kaiserin Katharina II. zu Amsterdam im Jahre 1775 für 450000 Silberrubel, eine jährliche Rente von 20000 (nach andern nur 4000) Silberrubeln und einen Adelsbrief erwarb.

§. 227. Dr. Rose erzählt uns [2]), daß 1832 bei der Eroberung von Toocha in Khorassan durch Abbas-Mirza ein Diamantstück von 132 Karat erbeutet wurde, was früher ein armer Bewohner in seiner Familie als Feuerstein benutzt hatte. Dabei wird die Vermuthung geäußert, daß er vermöge seiner Form ein Stück des Kohinoor sein könnte. Tennant [3]) wurde dadurch zu der Ansicht geleitet, daß nicht blos dieser, sondern auch der russische ein Stück des vielgenannten Großmoguls sein könnte, was er durch eine sorgfältige Nachahmung in Flußspath, der die gleichen Blätterbrüche als Diamant hat, zu beweisen suchte. Dann hätte dieser gewaltige Diamant die Form eines enormigen Granatoeders gehabt, etwa von einer Größe, wie sie Tavernier angibt

1, G. Rose, Reise nach dem Ural, I, 50
2, Athenäum, 1851, S. 718
3, Athenäum, 1852, S. 1042.

(793⅝ Karat). Wäre er schon so viele Jahrtausende in den Händen der Menschen gewesen, wie die Legende sagt, so würde das der beste Beweis seiner Außerordentlichkeit sein, da es bisjetzt, trotz des vielen Suchens, nicht gelungen ist, einen zweiten auch nur von annähernder Größe zu finden.

§. 228. Um die Hälfte kleiner als der „Orlow" ist derjenige, den der russische Kaiser von dem persischen Prinzen Cosrhoës, jüngerm Sohne des Abbas-Mirza, bei dessen Anwesenheit in Petersburg zum Geschenk erhielt (Fig. 137) und der unter dem Namen „Schah" bekannt ist. Er wiegt zwar nur 86 Karat, ist aber vollkommen rein, ohne die geringste Feder oder Welle, und ist deshalb von besonderm Interesse, weil man ihm mehrere seiner natürlichen Octaëderflächen gelassen und ihn nur theilweise geschliffen hat. Die geschliffenen Flächen tragen persische Inschriften und am obern Ende befindet sich rings um den Stein eine kleine Rinne, die aller Wahrscheinlichkeit nach zur Befestigung der Schnur gedient hat, woran der Diamant am Halse getragen wurde.

§. 229. Ausgezeichnet durch seinen herrlichen Brillantschliff ist der unter dem Namen „Pitt" oder „Regent" bekannte Diamant des französischen Kronschatzes. (Fig. 30 u. 31.) Er wiegt 136¾ Karat. Der Herzog von Orleans, damals Regent von Frankreich, kaufte ihn von dem englischen Gouverneur des Fort zu St.-George, Namens Pitt, der diesen Stein in Golkonda in Ostindien im Jahre 1702 erworben hatte, für Ludwig XV. im Jahre 1717 um 3,375000 Fr. Er kam aus den Minen von Parteal, 20 Meilen

ihn die Preußen in einem kaiserlichen Staatswagen erbeuteten, soll er sich im preußischen Kronschatze befinden. [1]) Vor dem Schnitt wog er 410 Karat; sein Gewicht hat sich also durch den Schliff, welcher beinahe zwei Jahre in Anspruch nahm, nahezu um zwei Drittheile vermindert. Der Schnitt kostete 27000 Thlr. Man brauchte dazu allein für 1400 Pf. St. Diamantbort und die abgefallenen Stücke waren noch 48000 Thlr. werth.

§. 230. Der „Florentiner" oder „Toscaner" im Schatze des Kaisers von Oesterreich wiegt 139½ Karat. (Fig. 138ª u. 138ᵇ.) Er ist rein und von schöner Form, die Farbe fällt aber stark ins Citronengelbe, nichtsdestoweniger schätzt man seinen Werth auf 700000 Thlr. Man vermuthet, daß dies der größte und kostbarste derjenigen Diamanten sei, die Karl der Kühne in der Schlacht bei Granson verlor. Karl der Kühne schätzte nämlich den kostbarsten der drei Diamanten, die er bei Granson einbüßte, so hoch wie eine Provinz. Er selbst oder derjenige, der nach dem Verluste der Schlacht im Fluchtgetümmel ihn retten wollte, verlor ihn auf der Landstraße. Ein Schweizer fand ihn in einem Kästchen, das ihn gemeinschaftlich mit einer ebenso kostbaren Perle beherbergte. Verächtlich wie ein Stück Glas warf ihn der Mann erst unter einen Wagen, wandte sich aber doch wieder um, hob ihn auf und verkaufte ihn für einen Gulden an einen Geistlichen zu Montagny, der ihn wiederum für 3 Fr. an die Berner abließ. Damals lebte in Bern ein reicher Handelsherr, Bartholomäus May, der theils durch Verwandtschaft, theils durch geschäftlichen Verkehr mit Italien in Verbindung stand. Dieser brachte das Kleinod für 5000 Fl. an sich, und außerdem kostete es ihm noch ein Geschenk an den Schultheiß Wilhelm von Dießbach, durch dessen Begünstigung es ihm hauptsächlich überlassen worden war. May trat den Besitz des Steins einem Genueser ohne erheblichen Gewinn ab, der sich aber von dem mailändischen Regenten Lodovico Moro Sforza doppelt soviel geben ließ, und bei Zersplitterung des mailändischen Schatzes zahlte Papst Julius II. 20000 Dukaten dafür.

§. 231. Ein besonderes Interesse bietet der „Sancy" von 53½ Karat, in der Rundung und Ausbildung einem Pyramidengranatoëder gleichend und vom reinsten Wasser. (Fig. 139 u. 140.) Man schätzt ihn auf 1 Mill. Fr. Ursprünglich aus Indien stammend, kam er ungefähr im 15. Jahrhundert nach Europa und gelangte zuerst in den Besitz des prachtliebenden Herzogs von Burgund, Karl's des Kühnen, der ihn in der für ihn unglücklichen Schlacht bei [illegible], in welcher er umkam, an seinem Leibe trug, wahrscheinlich nach

[illegible] er auf der Ausstellung 1855 zu Paris unter

dem Aberglauben damaliger Zeit, wonach dieſer glänzende, feurige Stein geheimnißvolle Kräfte haben und namentlich ſeinen Träger nicht nur vor Krankheit und Bezauberung, ſondern auch vor Verwundung ſchützen ſollte. Ein gemeiner ſchweizeriſcher Soldat, der den todten Herzog in einem Waſſergraben entdeckte und ausplünderte, fand das Kleinod in deſſen Kleidern und verkaufte den Stein, den Werth des Fundes nicht kennend, um eine ſehr geringe Summe an einen Geiſtlichen in der Schweiz. Auf einem „Tage" zu Luzern verkauften ihn die Eidgenoſſen an Diebold Glaſer für 5000 Fl. Das Schickſal führte ihn in die damals ſo reichen Hände des Königs von Portugal, der ihn im Jahre 1489 aus Geldverlegenheit für eine bedeutende Baarſumme einem franzöſiſchen Handelsmann überließ. Durch letztern kam er im 16. Jahrhundert in den Beſitz eines hugenottiſchen Edelmanns, Nikolaus von Harlay, Herrn zu Sancy, der ſich in Werbungsangelegenheiten in Solothurn befand, zu einer Zeit, wo König Heinrich III. Unterpfänder zu einer Anleihe bedurfte. Sancy bot ihm den Diamant freiwillig als treuer Diener ſeines königlichen Herrn an. Der Vertraute, der den Diamant dem Könige überbringen ſollte (nach andern Angaben der Beſitzer Sancy ſelbſt), wurde unterwegs von Wegelagerern angefallen und ermordet, hatte aber vor ſeinem Tode noch Zeit und Beſinnung gehabt, den Stein heimlich zu verſchlucken, der ſich nun in dem Magen des in dieſer Abſicht geöffneten Leichnams vorfand (?). Nach dieſer Zeit (auf welche Art iſt nicht bekannt geworden) war der „Sancy" in den Beſitz des Königs Jakob II. von England gekommen, der ihn im Jahre 1688, wo er

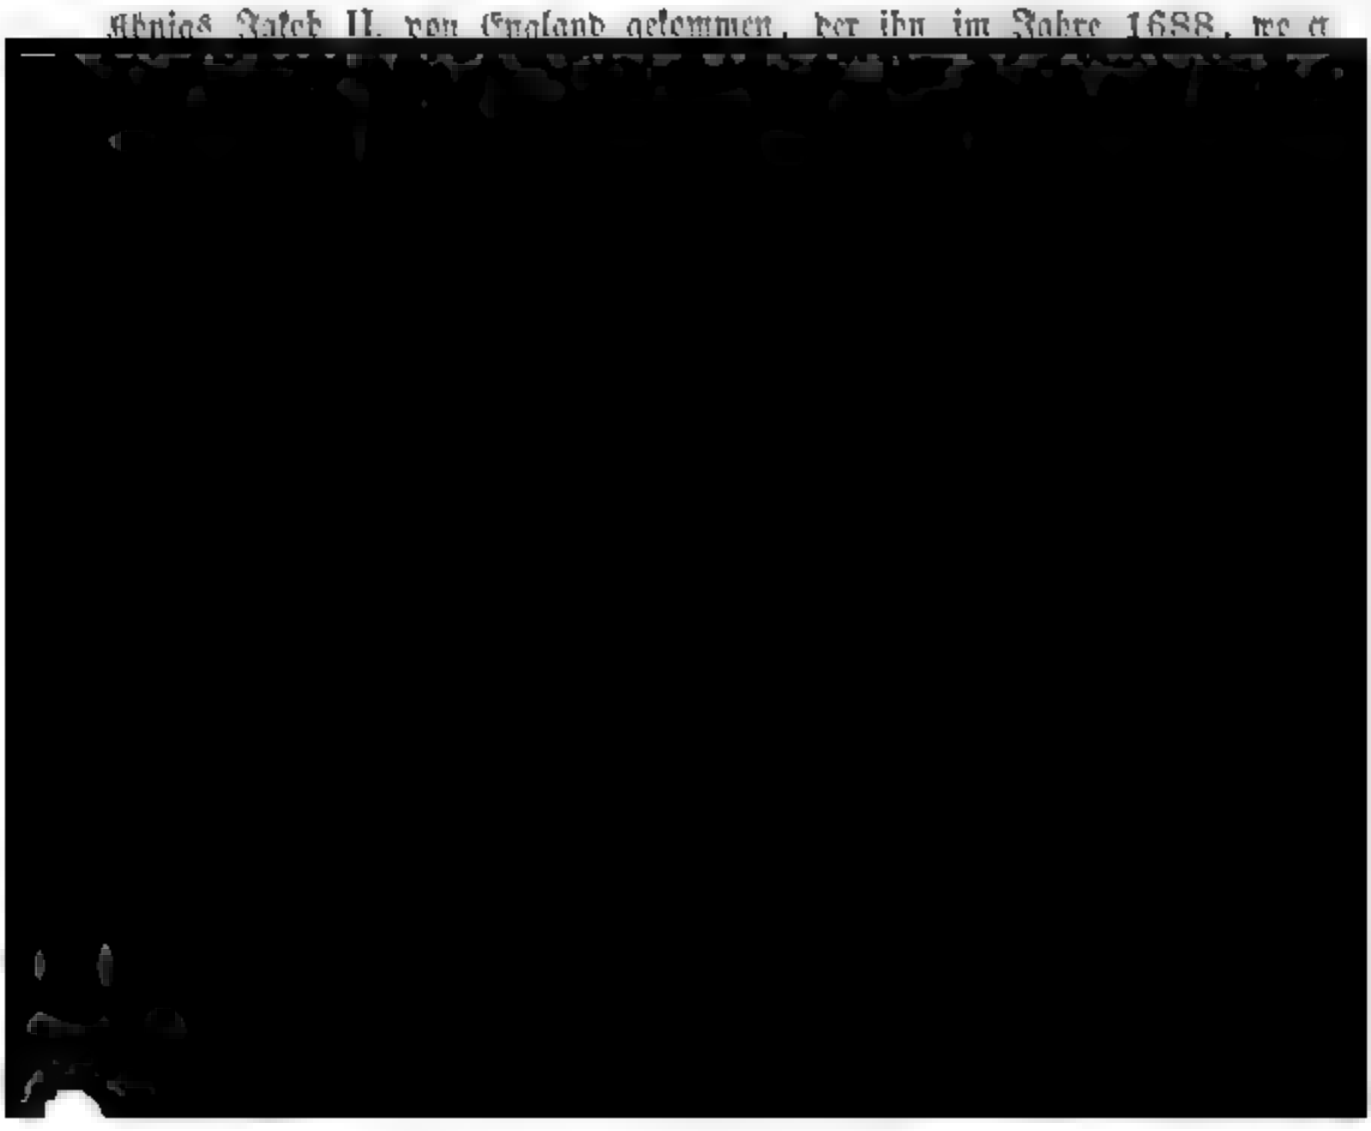

Krystalle berührt. Das Innere dieser Höhlung zeigte unter der Lupe octaedrische Streifen; es war also nicht zweifelhaft, daß der Krystall, welcher seine Spur zurückgelassen hatte, ein Diamant war. Auf dem hintern Theile des Diamanten bemerkte man zwei andere weniger tiefe Höhlungen, ebenfalls auf ihrer innern Fläche mit octaëdrischen Streifen versehen. Eine derselben zeigte sogar Spuren von drei bis vier verschiedenen Krystallen. Auf derselben Seite des Krystalls sah man eine glatte Partie, wo die Spaltbarkeit erschien. Wahrscheinlich war dieselbe eine Bruchfläche, mit der der Diamant auf der Gangmasse festsaß, von der er durch Diluvialphänomene losgerissen ward. Endlich nahm man einige schwarze Blättchen, welche Titaneisen sein dürften, wahr. Alle Thatsachen wiesen darauf hin, daß der Diamant einer Gruppe von Diamantkrystallen angehörte, die ihren Sitz in Druſenräumen gewisser Felsarten hatte, welche wahrscheinlich zum metamorphischen Gebirge Brasiliens zu zählen sind. Der „Südstern" wurde im Juli 1853 von einer in den Gruben von Bogagem, einem Districte der Provinz Minas-Geraes, beschäftigten Negerin aufgefunden. Er ist jetzt im Besitz eines Herrn Halphen. Auf der pariser Ausstellung glänzte er durch seinen reinen Schnitt, der ebenfalls durch Herrn Voorsanger in der Factorei Herrn Coster's zu Amsterdam ausgeführt worden war. Die Gewichtsverminderung betrug bei ihm etwas mehr als die Hälfte, da er jetzt noch 125 Karat wiegt. Seine Form (Fig. 141 u. 142) ist die eines ovalrunden Brillanten von 35 Millimeter Länge, 29 Millimeter Breite, aber nur 19 Millimeter Dicke; seine Reinheit ist außerordentlich, die Farbe aber spielt etwas ins Rosenrothe, was jedoch nicht unangenehm ins Auge fällt.

§. 233. Ein anderer brasilianischer Diamant befindet sich in dem Schatze des Königs von Portugal. Er wiegt 138½ Karat und wurde 1775 in der Nähe des Abaitéflusses, einige Meilen nördlich vom Rio-Plata, von einem armen Neger gefunden, der dafür seine persönliche Freiheit und eine jährliche Rente von 50 Pf. St. erhielt.[1] Nach John Mawe[2] dagegen wurden drei Menschen schwerer Verbrechen halber in das Innere Brasiliens verbannt und ihnen bei Strafe lebenslänglicher Einkerkerung verboten, sich einer der Hauptstädte zu nähern oder in der bürgerlichen Gesellschaft zu bleiben. Diese Menschen gingen nun in den unbesuchtesten Theilen des Landes auf Entdeckungen aus und wanderten meist an den Ufern der Flüsse länger als sechs Jahre auf und ab, immer in der Gefahr schwebend einmal eine Beute der Anthropophagen oder von den Soldaten der Regierung ergriffen zu werden. Endlich gelangten sie zum Flusse Abaité, zu einer Zeit, wo wegen langer trockener Witterung ein Theil seines

1) Dingler, P
2) Zimmerm [illegible] n, S. 383.

Bettes offen lag, und hier war es, wo ihnen das Glück wohlwollte und beim Goldsuchen einen Diamant von fast einer Unze Schwere auffinden ließ. In Berücksichtigung der strengen Gesetze, die wegen unberechtigten Diamantenwaschens bestanden, und andererseits von dem lebhaften Wunsche getrieben, ihre Freiheit wiederzuerhalten, befragten sie einen Geistlichen, der ihnen nicht nur rieth, sich dem Wohlwollen der Regierung anzuvertrauen, sondern sie selbst nach Villa-Rica begleitete und ihnen beim Statthalter eine Audienz verschaffte. Der Statthalter war von der Größe des Steins so überrascht, daß er seinen eigenen Augen nicht traute und die Beamten der Niederlassung zusammenberief, und erst als diese insgesammt erklärten, daß der Stein ein Diamant sei, schenkte er den Findern den Genuß der bürgerlichen Rechte wieder. Der Geistliche aber wurde mit dem Diamant nach Rio-de-Janeiro und von dort auf einer Fregatte nach Lissabon geschickt, wo der König die Begnadigung der Verbrecher bestätigte und den Geistlichen zu einer höhern Stelle befördern ließ. Die königliche portugiesische Diamantensammlung bleibt überhaupt, auch abgesehen von dem oben angeführten großen falschen Diamanten, in Bezug auf materiellen Werth sowie auf Mannichfaltigkeit in den Formen und Farben die reichste. Man schlägt den Gesammtwerth derselben auf 20 Mill. Thlr. an.

§. 234. Außer diesen größten Diamanten sind in den verschiedenen Kronschätzen noch eine Menge andere etwas kleinere zu finden. So besitzt

an dem genau bezeichneten Orte fand man auch nebst einer Menge anderer Gegenstände den „Regent“ und die prachtvolle Schale von Onyx, welche unter dem Namen „Kelch des Abbé Suger“ bekannt war. Napoleon I. vervollständigte später die Schatzkammer in bedeutender Art, und durch die Ankäufe, welche durch Ludwig XVIII. und Karl X. gemacht wurden, stieg die Anzahl der Steine aller Art auf 64812 mit einem Gewicht von 18750 Karat und einem Werthe von 20,900260 Fr. 0,1 Cent. Einiges blieb aber doch verschwunden, so der „Sancy“, ferner der herrliche blaue Diamant von 67½ Karat, der kostbare Opal, der der Kaiserin Josephine gehörte und unter dem Namen der „Feuersbrunst von Troja“ bekannt war, der schöne Brillant von 34 Karat, den Napoleon I. bei seiner Verheirathung erhielt und später bei Waterloo verlor [1]), und anderes. Wurden doch selbst im Jahre 1848 bei dem kurzen Transporte der Kronendiamanten zwei Pendeloquen in Rosettenform und ein Hutknopf im Werthe von 293112 Fr. gestohlen.

Außerordentlich reich an Diamanten ist auch der englische Kronschatz; die Krone der Königin Victoria trägt allein 497 Diamanten und feine Perlen im Werthe von ungefähr 1 Mill. Thlr. Den größten Reichthum an Diamanten besitzt aber jedenfalls der russische Schatz; in demselben befinden sich unter andern drei Kronen, von denen die von Iwan Alexiewitsch 881, die Peter's des Großen 847 und die der großen Katharina 2536 enthält. Außer den schon oben angeführten beiden großen Diamanten befindet sich noch der „Polarstern“ (Fig. 143), ein schöner Brillant von 40 Karat darin und ein herrlicher rubinrother Brillant von 10 Karat, der von Kaiser Paul I. für 100000 Rubel angekauft wurde.

§. 235. Von großen Diamanten, über die jedoch nicht viel Näheres bekannt geworden ist, befindet sich noch einer im Besitze des großherzoglichen Hauses von Toscana. Dieser ist auf allen Seiten facettirt, schön blau und wird auf 2½ Mill. Fr. geschätzt. Ferner zwei andere im Besitze des türkischen Sultans, 84 und 147 Karat schwer, der letztere wurde von einem spielenden Kinde im Sande gefunden, und die beiden oben angeführten im persischen Schatze. Auch die Herrscher von Siam und Pegu in Hinterindien sollen im Besitze großer Diamanten sein. Dann der unter dem Namen „Pascha von Aegypten“ bekannte Diamant, derselbe ist achteckig geschliffen, wiegt 40 Karat und kostete 700000 Fr. (Fig. 144.) Der Pigaot (Fig. 145), durch einen Grafen dieses Namens von Indien nach England gebracht, wiegt 82¼ Karat; er wurde im Jahre 1801 für den Preis von 750000 Fr. in einer Lotterie ausgespielt und ging 1818 in [illegible] kandell und Brüge über. Der Nassak (Fig. 146), [illegible] ompagnie, 89¾ Karat

1) Wahrscheinlich der, [illegible] Krone befindet.

wiegend, jetzt auf Befehl des Marquis von Weſtminſter von neuem geſchnitten und nur noch 78⅝ Karat ſchwer mit einem Werthe von 7—800000 Fr. Einer im holländiſchen Schatze von 36 Karat. Der der Kaiſerin Eugenie von 51 Karat. (Fig. 147ª u. 147ᵇ.) Auf der londoner Ausſtellung machte ein herrlicher blauer Diamant, Eigenthum des Parlamentsmitgliedes Th. Hope, Aufſehen. (Fig. 148.) Derſelbe wurde hinſichtlich der Farbe und des Gewichts für einzig in ſeiner Art gehalten. Er wog 177 Gran oder 44¼ Karat und maß ⅞—⅝ engl. Zoll bei bedeutender Dicke. Die Farbe war die des ſchönſten Sapphirs, Feuer und Glanz über alle Beſchreibung, und obgleich ganz farbloſe Diamanten gewöhnlich den höchſten Preis erlangen, ſo wurde doch der Werth dieſes Steins der ebenerwähnten Vortrefflichkeit halber noch höher im Preiſe geſchätzt als der gleichgroßer farbloſer Steine. Der größte Diamant, der ſich in dem berühmten Grünen Gewölbe zu Dresden befindet, iſt 48½ Karat ſchwer (194 Gran) und hat einen Werth von beiläufig 200000 Thlrn. Er iſt beinahe ſo groß wie der Sancy. Außerdem findet man in dieſem Kunſtſchatze einen koſtbaren Brillantſchmuck, den die ſächſiſchen Regenten vormals an Galatagen trugen, und außer vielen andern Brillantkoſtbarkeiten vier höchſt werthvolle gelbe Brillanten, von denen der größte 117¼, der kleinſte 52½ Gran hält; ebenſo eine Hutagraffe, mit einem grünen, 160 Gran wiegenden, à jour gefaßten Brillant. In demſelben Ausſtellungsſaale befindet ſich noch ein anderer merkwürdiger Diamantenſchmuck vom reinſten Waſſer, deſſen größte Raute 123 Gran wiegt.

halbdurchsichtiger Octaëder erkennen; andere zeigen körnigen Bruch; die meisten aber sind dicht, nur zuweilen so porös, daß sie gewissen Bimssteinen sich vergleichen lassen. Die dichten Musterstücke, gewöhnlich von der Größe einer Haselnuß oder Nuß, haben im allgemeinen stumpfe Ecken; ihre Oberfläche ist harzglänzend, der Bruch matt; die Farbe schwankt zwischen bräunlichschwarz und grünlich- oder aschgrau. Nur bei zwei sehr kleinen Exemplaren, welche Desclozeaux untersuchte, waren denen des Diamants ähnliche Formen wahrzunehmen, Octaëder und Würfel, beide mit zugerundeten Kanten und rauhen Flächen. Manche Stücke sind so dicht, daß sie sich mit Facetten zu schönen schwarzen Steinen schleifen lassen und alsdann den wahren Diamantglanz in hohem Grade erhalten. Die Härte ist die des Diamants, das spec. Gewicht schwankt wegen der Porosität zwischen 3,012 und 3,416. Bei der Verbrennung in Sauerstoffgas blieb etwas gelbliche Asche zurück, die aus eisenhaltigem Thon und kleinen durchsichtigen, nicht näher bestimmbaren Krystallen bestand.

Schwarze Diamanten hat man schon sehr lange gekannt und sie früher hoch im Werthe gehalten. Von dem sogenannten Carbonat zu den schönen schwarzen Diamanten findet ein unmittelbarer Uebergang statt, welcher durch die größere oder geringere Quantität der beigemengten eigentlichen Kohlensubstanz bedingt sein dürfte. Es wäre vielleicht möglich, daß der Carbonat bei näherer Prüfung einen Schlüssel zu der so sehr problematischen Genesis des Diamants darbieten könnte, und mikroskopische Untersuchungen möchten vielleicht dahin führen.

Bis jetzt weiß man nichts Genaues über die Lagerstätte des schwarzen Diamants, nur das ist bekannt, daß derselbe in sandigen Gebilden der Provinz Bahia gefunden wird. Allem Anschein nach gehören die Gesteine, welche den Sand geliefert, zu den sehr alten; sie dürften den Gneisen und Syeniten von Grönland und Norwegen ähnlich sein. Unter großen Mengen von schwarzem Diamant, welchen Desclozeaux bei verschiedenen pariser Handelsleuten durchsuchte, fanden sich als Begleiter am gewöhnlichsten: schwarze Turmaline, rothbraune Titanite und Granaten, braune Staurolithkrystalle, Rutil und ein schwarzes Mineral von geringer Härte — dem Ansehen nach in schiefen rhombischen Prismen krystallisirt —, in denen ein jedoch höchst unvollkommener Versuch Eisen, Mangan und Tantalsäure nachgewiesen. Einen indirecten Beweis für das Alter der Felsarten, in welchen der schwarze Diamant seinen Sitz hat, gewährt der Umstand, daß man in einigen Musterstücken des Carbonat und zwar in der körnigen Abänderung, kleine Theilchen von Gold enthalten fand, zwar in äußern Höhlungen als im Innern. Dieses Beisammensein scheint anzudeuten, daß in gewissem Grade dem Diamant hinsichtlich des Goldes die [illegible] kenne, welche dem goldführenden [illegible] und Conformen eigen. Faßt

man die mineralogiſchen Merkmale vorzugsweiſe ins Auge, ſo ſcheint viele Analogie zu beſtehen zwiſchen den diamantenführenden Lagerſtätten von Bahia und den neuerdings in Guyana entdeckten goldhaltigen Ablagerungen. Im Sande, von dieſen letzten Colonien ſtammend, nahm Descloizeaux zahlreiche braune Staurolithkryſtalle wahr, die meiſt zerbrochen, ferner Zirkon und einzelne Granatkryſtalle, Rutile und ſchwarze Körner (wahrſcheinlich Titaneiſen).

Der Carbonat dient zu Pulver geſtoßen zum Schleifen harter Edelſteine und des Diamants ſelbſt. Man gebraucht auch edige Bruchſtücke beim Bearbeiten für Zierathsgegenſtände beſtimmter Granite, Porphyre u. ſ. w. Man verkauft ihn jetzt zu dem Preiſe von 6—7 Fr. das Karat.

Anhang.

Ueber den Bordiamant.

§. 237. Wir können nicht unterlaſſen hier einer der neueſten chemiſchen Entdeckungen zu gedenken, welche möglicherweiſe einmal auf den Handel mit Diamanten und die Anwendung derſelben zum Schmuck großen Einfluß ausüben kann. Es handelt ſich nämlich um nichts Geringeres als um einen Erſatz des natürlichen Kohlediamanten und zwar durch das Element Bor. Wöhler und Deville machten bei ihren bekannten Bemühungen, reines Aluminium im Großen darzuſtellen, die ſchöne Entdeckung des kryſtalliſirten Sili-

Lange Zeit war das Bor in keiner andern als dieser unkrystallinischen, dunkelbraungrünen, an der Luft leicht zu Borsäure verbrennenden Form bekannt, in welcher es der gewöhnlichen Kohle oder dem Ruß ähnlich ist, bis Wöhler und Deville es gemeinschaftlich darstellten, und zwar in zwei verschiedenen Formen; einmal ganz wie Graphit, d. h. in sechsseitigen, undurchsichtigen, schwarzen Blättchen, dann aber auch in diamantartigen Krystallen. Hierzu lässt sich am besten die Borsäure selbst benutzen. Sie wird geschmolzen, fein pulvert und mit Aluminium, dem von Wöhler entdeckten und von Deville in größerem Maßstabe und in festen Barren dargestelltem Metalle der Thonerde in einen Tiegel von Kohle eingestampft. Dieser wird in einen Schmelztiegel von Graphit gesetzt, alle Lücken mit Kohlenpulver ausgefüllt, der kleinere Tiegel damit bedeckt und das Ganze 5 – 6 Stunden lang einer Hitze ausgesetzt, welche die des schmelzenden Eisens übersteigen muß. Hierbei ist das Bestreben des Metalls, den Sauerstoff an sich zu reißen, größer als das des Bors, ihn festzuhalten. Ersteres oxydirt sich zu Thonerde, welche sich zum Theil mit unzersetzter Borsäure vereinigt; ein Theil des Aluminiums aber bleibt metallisch und löst nun das gebildete Bor auf. Nach Verlauf der angegebenen Zeit hat sich eine genügende Menge abgeschieden, dann läßt man den Tiegel langsam erkalten. Je mehr es geschieht, desto weniger Bor kann vom Aluminium in Lösung erhalten werden, es setzt sich daher langsam ab, und zwar, wie uns die Vorgänge schon früher erklärlich geworden, in Krystallen. Ein Theil des Bors aber bleibt bis zum Erstarren des Metalls mit demselben vereinigt, nimmt deshalb auch nicht regelmäßige Formen an. Beim Zerschlagen des Tiegels findet man dann zwei Schichten. Die obere, glasige, besteht namentlich aus borsaurer Thonerde, die untere, metallische, von vielen Blasenräumen durchzogene, aus Aluminium mit etwas Thonerde und dem krystallinischen Bor. Nach Auflösen des Aluminiums in kochender Natronlauge und Ausziehen anderer Beimengungen vermittelst Salzsäure bleibt das Bor allein zurück und zwar sowol diamantartig und graphitähnlich krystallisirt, als auch pulverförmig. Letzteres ist der von dem Aluminium bis zum Erstarrungsmomente zurückgehaltene und deshalb nicht krystallisirte Theil des gebildeten Bors.

Es ist durch diese Entdeckung eine überraschende Aehnlichkeit zwischen Bor und Kohlenstoff, welche sich auch in manchen Verbindungen der beiden Elemente bethätigt, zum Vorschein gekommen. Nicht nur die drei verschiedenen Zustände, als Pulver, Graphit und Diamant haben sie gemein, sondern zwar selbst in der Entstehungsweise, namentlich der graphitartigen Modification. Um den Kohlengraphit künstlich zu bilden, muß der Kohlenstoff in schmelzendem Eisen gelöst und durch langsames Erkalten krystallinisch abgeschieden werden. Diamant entsteht dabei freilich nicht, wie beim Absetzen des im Aluminium gelösten Bors.

Die Kryſtallform des Kohlegraphits ſtimmt mit der des Borgraphits vollſtändig überein; nur durch die Färbung unterſcheiden ſie ſich etwas. Der Borgraphit iſt röthlich gefärbt, während der Kohlegraphit rein ſchwarz oder ſchwärzlichgrau iſt.

Anders verhalten ſich die Diamanten. Der natürliche Kohlediamant kryſtalliſirt in regulären Formen, namentlich häufig in Octaëdern. Die Kryſtallform des Bors iſt tetragonal, eine Säule, deren Kanten mehrfach abgeſtumpft ſind, und welche zuweilen ſehr kurz und faſt blätterig, zuweilen aber langgeſtreckt iſt. Die blätterigen Kryſtalle ſind ſtets härter als die längern Säulen und meiſt ſchwarz gefärbt. Sie greifen den Diamanten leichter an, als deſſen eigenes Pulver, ſind alſo härter als dieſer bisher für die härteſte Subſtanz gehaltene Edelſtein, und entſtehen vorzugsweiſe, wenn das Gemiſch von Borſäure und Aluminium nur eine verhältnißmäßig kurze Zeit einer ſehr bedeutenden Hitze ausgeſetzt geweſen iſt. Hat die Einwirkung aber länger gedauert, ſo bilden ſich größere Kryſtalle, welche, obwol den vorigen an Härte nachſtehend, doch noch den natürlichen Diamant zu ritzen vermögen. Sie ſind es, welche bei genügender Größe den König aller Edelſteine zu erſetzen vermögen. Im Gegenſatze zu dem blätterigen Diamantbor ſind dieſe größern Kryſtalle alle durchſichtig und oft ganz farblos, meiſtens freilich granatroth, hyacinthroth oder honiggelb gefärbt. Durch Diamantenpulver ſind ſie nicht gut ſchleifbar, weil ſie von ihm nicht genügend ſtark angegriffen werden, wohl aber durch

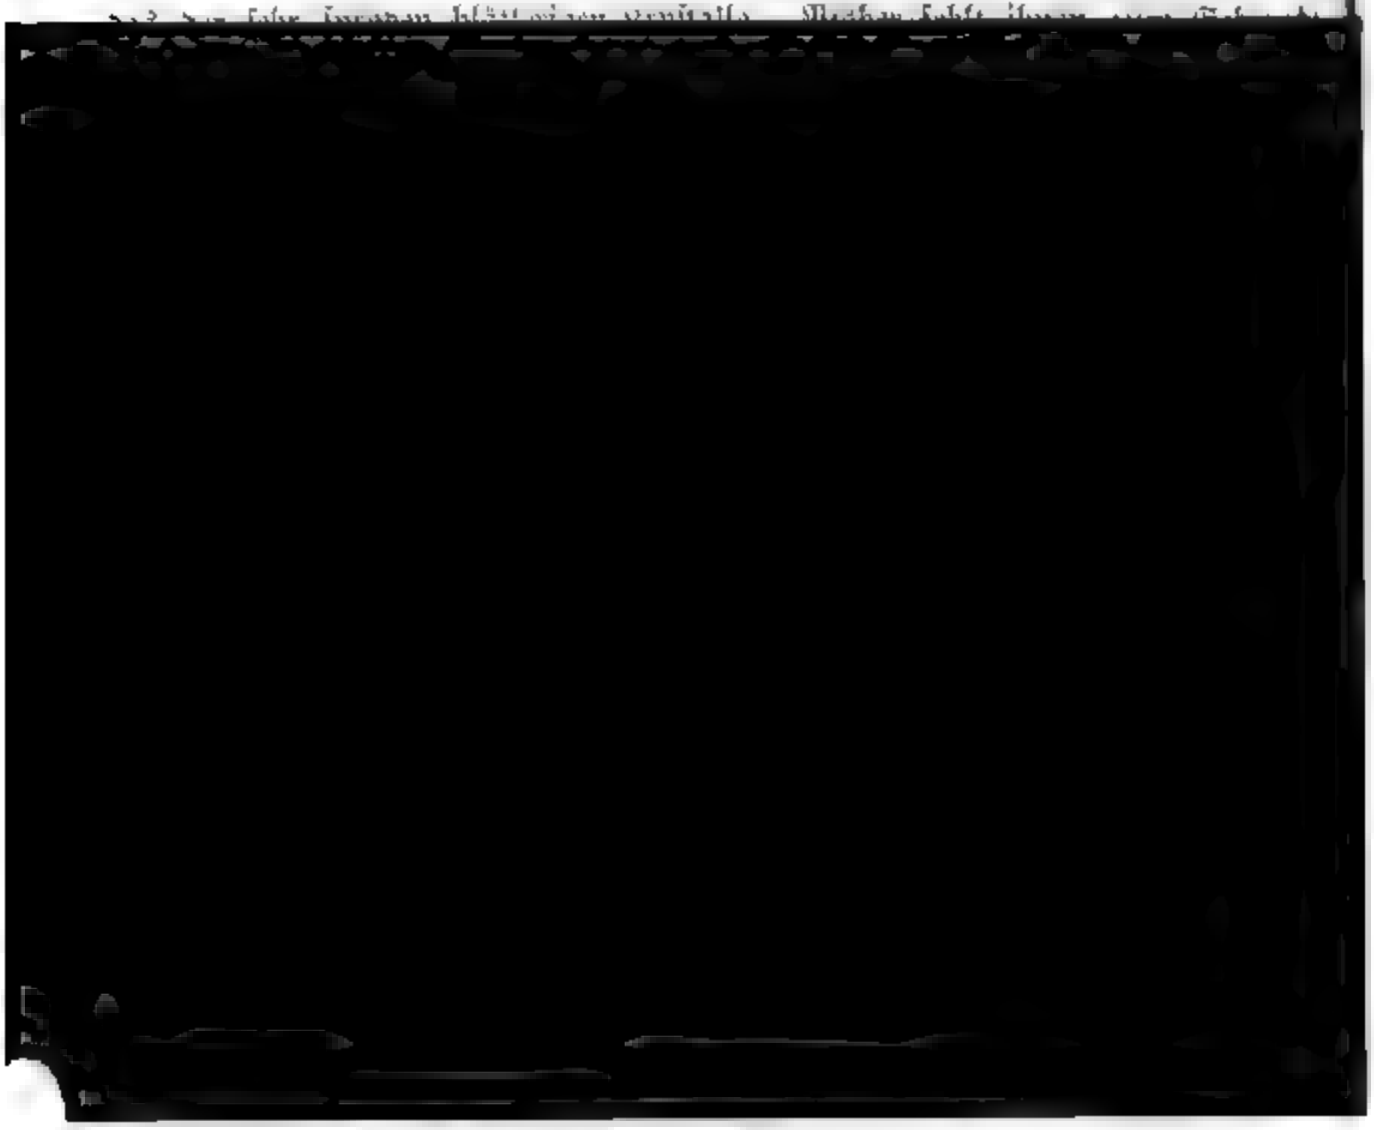

Kohle- und Bordiamanten folgen aber bei ihrer Krystallisation ganz verschiedenen ursprünglichen mathematischen Gesetzen. Die einzige Annahme, welche uns vorläufig aus diesen Verlegenheiten bringen kann, ist die einer chemischen Verbindung zwischen Bor und Kohlenstoff, sodaß uns also jetzt nur die körperliche Form dieser, nicht aber die des reinen Bordiamanten bekannt wäre. Spätere Forschungen erst können darüber sichere Aufklärungen geben.

Gelänge es, die Bordiamanten von beliebiger Größe zu erzeugen, und es ist dazu Hoffnung vorhanden, da der Proceß ihrer Bildung in die Hand des Darstellers gelegt ist, so würde wahrscheinlich eine beträchtliche Entwerthung der natürlichen Diamanten die Folge sein; um so sicherer, da schöne Exemplare der erstern diesen nichts in ihren Eigenschaften nachgeben, sondern sie in allen Tugenden übertreffen. Die größere Härte, das stärkere lichtbrechende Vermögen und infolge davon der feurigere Glanz vereinigen sich mit fast noch größerer Dauerhaftigkeit gegenüber chemischen Einwirkungen. Der Kohlediamant, an der Luft sehr stark erhitzt, verbrennt vollständig und geht als Kohlensäure in die Luft über. Das Bor wird unter derselben Bedingung zwar zu Borsäure, aber diese, einmal vorhanden, überzieht ihrer starken Feuerbeständigkeit wegen die ganze Oberfläche des Krystalls mit einer schützenden Schicht, welche die Einwirkung des Sauerstoffs auf die darunterliegenden Theile und so deren Verbrennen unmöglich macht. In einer Atmosphäre von Chlorgas erhitzt, geht freilich das Bor leicht unter Feuererscheinung vollständig in Chlorbor über, während der Kohlediamant sich nicht verändert. Indessen bringt dies der größern Dauerhaftigkeit der Bordiamanten praktisch keinen Eintrag, da durch Zufall ein Erhitzen im Chlor nicht stattfinden kann.

2. Korund. [1])

Syn. Sapphir, Korund, *H.* Diamantspath, Schmirgel, Korund, Sapphir, *Wern.* Corundum, *D.* Rhomboëdrischer Korund, *Mohs.* Corindon, *Hauy.*

§. 238. Morphologische Eigenschaften.

Der Korund krystallisirt rhomboëdrisch und zwar ist die Grundform ein spitzes Rhomboëder von 86° 6′. Außer der Grundform kommt auch noch die hexagonale Pyramide, die sechsseitige Säule u. s. w. mit verschiedenen binationen vor. Sehr schön findet sich die zweite sechsseitige Säule mit fläche, woran das Rhomboëder die abwechselnden Ecken abstumpft, sie nchig. Die Dihexaëderflächen und die Seitenflächen der Grundfläche triangulär-gestreift.

Abstammung sein.

Die Krystalle sind theils eingewachsen, theils secundär lose; auch findet sich der Korund in kleinen Geröllen und Körnern. Außer in Krystallen kommt er noch derb vor in individualisirten Massen und in großkörnigen, grobkörnigen bis feinkörnigen Aggregaten. Zwillingsbildung kommt nicht selten nach einer Fläche von R vor, meist vielfach wiederholt mit lamellarer Ausbildung der Individuen.

Die gewöhnlich vorherrschenden Formen sind ∞P2 (s) 0R (o), R und mehrere hexagonale Pyramiden der zweiten Art, besonders $^4/_3$ P2 (r), $^8/_3$ P2 (b), 4P2 (l) und 9P2 (t); der Habitus der Combinationen ist pyramidal, prismatisch oder rhomboedrisch, wie aus Fig. 161 zu ersehen ist.

Fig. a. R. 0R; o : P = 122° 26′.
Fig. b. $^4/_3$ P 2; Mittelkante = 122° 22′.
Fig. c. 4P2. 0R. R; Mittelkante von l = 159° 12′, l : o = 100° 24′.
Fig. d. 9P2. 4P2. $^4/_3$P2. 0R. R; die von Kokscharow nachgewiesene Pyramide 9P2 hat die Mittelkante = 170° 40′.
Fig. e. ∞P2. 0R. $^4/_3$ P2. R.
Fig. f. ∞P2. $^8/_3$ P2. $^4/_3$ P2. — 2R.

§. 239. Physikalische Eigenschaften.

Die Spaltbarkeit ist bald mehr, bald weniger vollkommen parallel den Flächen der Grundform und parallel der gerade angesetzten Endfläche.

Der Bruch ist vollkommen muschelig bis uneben und splitterig.

Er ist spröde.

Der Korund ist durchsichtig, gewöhnlich in hohen und mittlern Graden bis fast undurchsichtig; einige Varietäten zeigen einen sechsstrahlig sternförmigen Lichtschein.

Strahlenbrechung = 1,77, also stärker als beim Glas; daher ist er auch zu mikroskopischen Linsen benutzt worden, allein dann muß die Achse der Linse genau mit der optischen Achse zusammenfallen, weil sie nach andern Richtungen doppelt brechend wirken würde. Die Farbe hat etwas Einfluß auf die Strahlenbrechung. Erwärmte Bruchstücke phosphoresciren mit glänzendem Lichte. Durch Reiben erlangt er + Elektricität, welche mehrere Stunden anhält, nicht durchs Erwärmen.

§. 240. Chemische Eigenschaften.

Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist der Korund reine Thonerde (Al_2O_3 = 53,3 Al. und 46,7 O.) mit Beimischung von sehr wenig Eisenoxyd, Chrom oder andern Pigmenten. Die ältern Analysen geben etwas Kieselerde an, allein H. Rose hat gezeigt, daß er mit doppelt schwefelsaurem Kali zu einer im Wasser vollkommen löslichen Masse schmilzt, was bei Gegenwart von Kieselerde nicht der Fall sein könnte. Man muß ihn aber zu dem Ende in eisernen Mörsern stoßen, denn in Achatschalen reibt er Kieselerde ab, auch ist das angewandte Kalihydrat leicht kieselerdehaltig. Da Thonerde in Kalilauge sich löst und das mit ihr isomorphe Eisenoxyd nicht, so kann man beide dadurch leicht trennen. Säuren sind ohne Einwirkung auf den Korund. Vor dem Löthrohre ist er unschmelzbar und für sich unveränderlich; Borax löst ihn schwierig, aber vollkommen zu einem klaren, farblosen Glase auf; von Soda wird er gar nicht angegriffen; das feine Pulver wird, mit Kobaltsolution im Oxydationsfeuer stark erhitzt, schön blau. In einer Höhlung eines Sapphirs fand Brewster eine Flüssigkeit, die ihm wegen ihrer expansibeln Eigenschaft der im Topas vorkommenden ähnlich zu sein schien.[1]) (Ueber künstlichen Korund vgl. „Künstliche Edelsteine".)

§. 241. Vorkommen.

Der Korund, namentlich die Varietät Sapphir, findet sich am häufigsten auf secundärer Lagerstätte, lose im Sande oder im Schuttlande mit andern Edelsteinen. Auf ursprünglicher Lagerstätte findet er sich eingewachsen in Granit, Syenit, Basalt, Gneis, Talk- und Hornblendegesteinen, auf Lagern von [redacted] und Magneteisenstein oder als Schmirgel selbständige Lager mit [redacted] und Magneteisenstein im krystallinischen Schiefergebirge

Mineralogiſch unterſcheidet man folgende Varietäten:

A. Sapphir (nebſt Rubin und Salamſtein).

§. 242. Der Sapphir kommt in eingewachſenen, gewöhnlich aber loſen, oft abgerundeten, glatten Kryſtallen und kryſtalliniſchen Körnern von unvollkommener Spaltbarkeit und muſcheligem Bruche vor. In dem Typus der Kryſtalliſationen ſind die ſechsſeitige Säule und die hexagonale Pyramide vorherrſchend; beſonders charakteriſtiſch ſind die Combinationen von mehreren, ſehr ſtumpfe Kanten miteinander bildenden hexagonalen Pyramiden.

Die Farbe iſt vorherrſchend blau und roth, ſapphir-, ſmalte-, indigo-, enten-, laſur-, violblau, karmoiſin-, cochenille-, karmin-, roſenroth bis röthlichweiß, milchweiß, gelblichweiß, bis weiß und citronengelb und grün. Die Farben ſind meiſt rein und hoch; zuweilen findet man an einem Kryſtall verſchiedene Farben. Selten zeigt er einen blaulichen oder weißlichen, ſechsſtrahlig ſternförmigen Lichtſchein, deſſen Strahlen vom Centrum der Säule nach den Seitenflächen gehen (Sternſapphir, Aſterie, Astrios). Er zeigt die höchſten Grade von Durchſichtigkeit. Der blaue heißt Sapphir (im engern Sinne), der rothe Rubin, der weiße Luchsſapphir; die übrigen Namen nach der Farbe ſiehe weiter unten bei den Handelsnamen.

Die rothe Varietät, der Rubin, wirkt ſtark auf das Dichroſkop, d. h. die beiden Bilder, welche man von einem Rubin erhält, wenn man ihn in gewiſſen Stellungen durch einen Kalkſpath betrachtet, ſind hinſichtlich der Farbe

Nehmen wir jetzt einen kleinen Rubin von Ceylon, der in regulären sechsseitigen Säulen mit drei- und sechsgliederigen Endflächen krystallisirt, und kleben ihn horizontal der Achse c mit Wachs auf einen Nadelknopf. Parallel der Achse c durchgesehen, also senkrecht gegen die Grundfläche (Farbe der Basis), bleiben beide Bilder unverändert purpurroth, ihre Schwingungen gehen senkrecht gegen die Achse c, die Farben sind daher nicht verschieden, von Kleinigkeiten abgesehen. Legen wir jetzt die Rubinachse c der Schwingungsebene von o parallel, so wird o ganz bleich, e bleibt aber ganz intensiv roth (Achsenfarbe) wie vorher; die Schwingungen parallel der Rubinachsenebene a a fallen hier mit denen von e zusammen. Stellen wir daher die Rubinachse c aufrecht, so muß sich umgekehrt e entfärben und o roth bleiben. Eine Folge davon ist, daß bei schiefer Stellung der Rubinachse c gegen die lange Ellipsenseite, wenn die Drehung 45° beträgt, beide Bilder gleich aussehen, aber bleicher. Es macht sich bei dieser Drehung aus der horizontalen oder vertikalen Achsenstellung in die schiefe gerade so, als wenn das eine Bild sich auf Kosten des andern färbte, daher erscheinen im Gleichgewicht von 45° beide blasser.



Die Farbe des Rubins ist schönes Karmoisinroth; er zeigt aber gern weiße Flecke, die man ihm jedoch durch vorsichtiges Glühen benehmen kann. Vor dem Löthrohre zeigt er eine höchst merkwürdige Farbenwandelung, die besonders bei kleinern Stücken sehr auffällt, macht man nämlich kleine Krystalle glühend, was man dreist thun kann, da sie nicht zerspringen, so werden dieselben beim Erkalten farblos, dann grün und zuletzt wieder schön roth. Es ist dies ein Mittel, ihn von manchen gleichfarbigen Spinellen zu unterscheiden, die die grüne Farbe nicht zeigen beim Erhitzen. Grüner Sapphir erleidet keine Veränderung, blaulichgrüner aber wird etwas blasser, erhält jedoch beim Erkalten ebenfalls seine ursprüngliche Farbe wieder. Dem blauen Sapphir kann die Farbe durch Feuer entzogen werden und dann steht er im Glanze den geschliffenen Diamanten am nächsten. Die blaue Farbe rührt wahrscheinlich, wie beim Rubin die rothe, von einem geringen Gehalt an Chrom her, wenigstens gelang es Deville und Caron, durch Zusatz von Chrom aus reiner Thonerde künstliche blaue und rothe Sapphire darzustellen (vgl. „Künstliche Edelsteine").

Erscheint der Sapphir in kleinen, regelmäßigen, sechsseitigen, rothen, viol- oder berlinerblauen Prismen, so führt er den Namen Salamstein.

§. 243. Vorkommen.

Asien. Die meisten und schönsten Rubine und Sapphire werden im Reiche der *Birmanen[1]) um *Me zaot und *Kwat pyan, fünf Tagereisen Südostost von Ava gefunden. Die Bewohner glauben, er anfangs ist er farblos und unrein, werde dann gelb,

1 Mit einem * versehene Hunderte sind specifi
Lichtstärke.

roth, als dem höchsten Punkte der Reise. Wer aber immer dort einen solchen Edelstein findet, der mehr als 100 Ticals (eine Kleinigkeit) werth ist, muß bei Todesstrafe seinen Fund an die Finanzkammer abgeben. Um nun dem Tode zu entgehen und doch etwas von dem Funde zu behalten, zerschlägt jeder, der einen großen und schönen Rubin oder Sapphir findet, denselben in so viele kleine Stücke, daß keins derselben mehr als 100 Ticals werth ist. Das Resultat ist, daß weder Unterthan noch Regierung wahren Nutzen von den Edelsteinen haben und daß die Regierung auf diese Weise millionenmal mehr verliert als der Unterthan gewinnt, indem der Werth eines jeden Rubins für jedes Karat größerer Schwere im quadratischen Verhältniß steigt.

Die kleinen Sapphire von *Ceylon sind meist blos rosenroth (weiblich), man bekommt diese leicht in größerer Menge aus alten Sammlungen, weil sie früher officinell waren. Viele darunter sind so deutlich krystallisirt, daß man sie leicht von den mit vorkommenden Spinellen unterscheiden kann. Alle liegen im Schuttlande, theils im innern Berglande, nahe dem Neura Elapatam und Avisavelli, theils im Alluvium von Matura und Saffragam. J. Davy suchte viel nach dem anstehenden Gesteine, aber vergeblich. Die Pracht ihrer Farben geht durch Grün, Roth, Gelb, Schwarz hindurch. Manche Rubine sollen in brillanter Schönheit der Farbe, nach A. Bertolacci's Urtheil, die von Pegu noch übertreffen. Ferner findet er sich noch am Fuße des Adamspic, am Fuße der Capelanberge bei Sirian und in der Gegend von Caney im Gneisgrus und Schuttlande von Zirkonkrystallen, Magneteisen- und Granat

Amerika. In Nordamerika findet sich Sapphir von schöner blauer
rbe in einem Gemenge von Hornblende, Glimmer, Feldspath, Turmalin,
fenkies, Talk und Kalkspath in kornigem Kalk zu Newton (Neujersey),
ebst auch lose im Boden, in wohlausgebildeten, mehrere Zoll großen, sechs
tigen Säulen oder Rhomboëdern. In kornigem Kalk, begleitet von Spinell,
Warwick (Neuyork). Blaue und rothe Krystalle mit Rutil und Spinell
Amity (Neuyork) Von hellblauer Farbe mit Tafeln zu Lichtfield (Con
ticut). Derbe Massen und Krystalle in Gesellschaft von grünem Turmalin
Beryll in kornigem Kalk zu Newlin (Pennsylvanien). — In *Südamerika
Flußbetten als Begleiter des Diamants.

In **Südaustralien** kommt blauer und weißer Sapphir, so abgeschliffen,
keine Spur von Krystallisation mehr vorhanden ist, zu *Ballarat in Victoria
; ferner blau und weißgestreifte sechsseitige Säulen von Sapphir und sehr
ne Rubinen in den *Hanginggebirgen am Perlflusse in Neusüdwales

Europa. In *Böhmen kommt Sapphir in kleinen Geschieben und ab-
undeten Krystallen auf der Höhe des Isergebirges im bunzlauer Kreise vor.
sonderbare, großentheils aus Quarzsand, Gneistrümmern und andern Ge-
en bestehende Ablagerung findet sich auf der Iserwiese, einer Niederung
der Höhe des Isergebirges Die Gegend ist theils sumpfig, theils mit
ld bedeckt, deshalb läßt sich die Ausdehnung der Ablagerung nicht wohl
mitteln. Die kleine Iser durchschneidet sie in raschem Laufe. Der Fluß
rt die Geschiebe der Ablagerung, indem er diese bei hohem Wasserstande
herwärts, mit sich fort, und so findet man die darin vorkommenden Mine
ien auch noch, wiewol sehr sparsam, an seinen Ufern in größerer Entfer-
ung Außer dem Sapphir finden sich nach Kerner von Spinell, Granat,
klon, und vorzüglich häufig Geschiebe von Iserin. Die Ablagerung ist un
fähr 1 2 Klaftern mächtig und unmittelbar auf dem Granit abgesetzt, der
der ganzen Verbreitung des Iser- und Riesengebirges eine ziemlich gleich
mäßig gemengte Felsart bildet, in der hier nirgends eine Spur von den ge
nannten Mineralien der Diluvialablagerung wahrnehmbar ist. Obwol nun
Gebirgsumrisse und die zahllosen Granitblöcke, welche hier und da in seinem
Laufe oft in ungeheurer Menge aufeinander gehäuft verbreitet sind, für
ße Zerstörungen zeugen, die die Granitmasse im Zeitenlaufe erlitten hat,
läßt sich dennoch durchaus nicht darthun, daß die im Diluvialgebilde vor
mmenden Mineralien ebenfalls Ueberbleibsel zerstörter Granitmassen seien.
äußere Sapphirstufe von einiger Größe zeichnet sich gegen ihre
ser blaue Farbe aus und übertreffen an Intensität
n Ceylon. Die größern als Schmucksteine brauch
s auf der Iserwiese getroffen, und die Bohan
s sie bereits in frühern Zeiten häufig durchsuch

es dieser Edelstein gewesen sein, der die Nachsuchungen und vielleicht die ersten Ansiedelungen in jenen rauhen Waldgebirgen veranlaßte. Auf der Jserwiese sind eine Menge theils wieder verraster Gruben zu sehen. Alles spricht dafür, daß die Arbeiten sehr regellos, aufs Gerathewohl geführt wurden und sich endlich nicht mehr lohnten. Gegenwärtig gehören durchsichtige Steine von einiger Größe zu den Seltenheiten und kaum dürften größere als von 4 Karat zu finden sein. Die meisten erscheinen lichtblau und trübe. In der Regel trifft man sie stark abgerundet, indessen sind oft noch die ursprünglichen Krystallformen, sechsseitige Säulen und Bruchstücke sechsseitiger Pyramiden zu erkennen. — Sapphire, die in den Pyroplagerstätten bei Dlaschkowitz vorkommen, sind viel kleiner und zum Schleifen nicht geeignet. — Ferner findet sich Sapphir zu Podsedlitz und Triblitz, zerbrochene Krystalle oder Körner von blauer, grünlicher oder weißlicher Farbe; an letzterm Fundorte als Seltenheit auch blaßrothe, undurchsichtige Krystalle in kleinen hexagonalen Säulchen im Porphyrsande. — Gängehäuselberg bei Petschau: kleine blaßröthliche krystallisirte Körner in einem Gemenge von Disthen und Quarz eingewachsen. — Bergreichenstein im goldführenden Sande des Zollerbaches Sapphir und Korund in Geschieben und mehr oder weniger abgerundeten Krystallen mit Geschieben von Granat, Jserin, Nigrin u. s. w.

In Siebenbürgen zu Olahpian kleine Sapphirgeschiebe im goldhaltigen Sande. — In der Lombardei zu Brendola unfern Vicenza.

In Sachsen im Alluvium des Zschopauthales bei Hohnstein in der

Farben sind meist trübe, grünlichgrau, grünlichweiß, spargel-, öl-, berggrün, smalteblau, perlgrau, fleischroth, rosenroth, haarbraun. Er zeigt nur niedere Grade der Durchsichtigkeit. Die haarbraune Varietät von China, welche den blaulichen Lichtschein oft so schön zeigt, nannte Werner Diamantspath. Er zeichnet sich besonders auf der Gradendfläche durch Streifen nach zwei bis drei Richtungen aus.

§. 245. Vorkommen.

Europa. Schweiz: *St.-Gotthardt, Campo-Longo, von blauer, seltener von rother Farbe, manche Krystalle lassen beide Farben wahrnehmen, in schönen Krystallen im Dolomit, meist in der Masse, seltener auf Spalten desselben.

Oesterreich: Land unter der Enns: Auf den Feldern von Felling unfern Krems in Gneisblöcken eingewachsen. Sechsseitige Säulen mitunter 1 Zoll lang und $^1/_2$ Zoll dick, öfter klein und so mit dem Gneis verwachsen, daß es schwer gelingt, die Krystalle daraus zu erhalten. Häufiger derb, von Erbsen- bis Haselnußgröße; bläulich- und grünlichgrau, enten- und violblau, einzelne Stücke nicht selten mehrfarbig, im Kern blau, außen grau. — In Böhmen zu Natschetin in sehr kleinen Rhomboëdern, gelblichgrau, wenig durchscheinend, in der körnigen Masse des Hercynit eingewachsen. Im goldführenden Zollerbache bei Bergreichenstein. Mähren: Kirchmislau, im Ackerboden kleine Krystalle und krystallisirte Körner, auch häufig eingewachsen in Talkschiefer. Netwietiz, feinkörnig, lichtblau, in krystallisirten Kalkstein eingesprengt. Lombardei: In der Valtellina unfern der Legnon-Kette, röthlich, im Glimmerschiefer. Venedig: Leonedo, kleine Körnchen mit Zirkon im Sande aus eruptiven Gesteinen gebildet.

Italien: Chamounythal, nahe am Ursprung des Arveyron in einzelnen Feldspathblöcken. In schönen Krystallen zu *Biella, Etenengo unfern Mozzo in Granit.

Naxos: Apirantia: in sehr kleinen, aber schön blaugefärbten, durchscheinenden Krystallen, ferner in kleinen, ungefähr 3 Linien langen und $1^1/_2$ Linien dicken undeutlichen sechsseitigen Säulen von dunkelblauer Farbe. Diese Säulen sind nur an den Kanten durchscheinend und stellenweise mit kleinen Schuppen von rothbraunem Glimmer gemengt. Am seltensten erscheint er in ungefähr $1^1/_2$ Zoll langen und 2 Linien dicken, krummgebogenen, sechsseitigen Säulen von soeben angeführter Färbung, Pellucidität u. s. w. Der Korund von Apirantia kommt mit feinschuppigem, silberweißem, auch durch Eisenoxydhydrat rothbraun gefärbtem Glimmer und [illegible] rothem Eisenglanz in blätterig-strahligen, graulichgrünen Rhätizit eingewachsen vor, der stellenweise gelblichbraun gefärbt erscheint. Sehr s[illegible]

Schweden: Lulea-Lappmark. Gellivarakirchspiel: Gellivareberg, grobkörnig, in Eisenglanz, auf einer Magneteisenlagerstätte in granitartigem Gneis eingewachsen, oft krystallisirt, von Apatit begleitet.

Frankreich: Blaue Krystalle mit Pleonast und Chrysolith im Departement Haute-Loire zu St.-Jean-de-Nay, besonders in Osten und Süden dieses Ortes und in vulkanischen Bergen zwischen Brissac und Limaigne. Jener in Blöcken im Peperin des Hügels St.-Michel nordwärts vom Bulkan von Denise in der Gemeinde Polignac (eine Thatsache von besonderm Interesse, indem sich daraus ergibt, daß Korund nicht nur in einer altvulkanischen Felsart, im Peperin von Cormille, vorkommt, sondern auch in einem neuen vulkanischen Gebiet, nämlich in den Schlacken des Feuerbergs von Denise, während der Peperin an letztem Orte und selbst in unmittelbarer Nähe der Schlacken sich frei davon zeigt.

Rußland: Ural. Kossoibrod bei Katharinenburg, derb und eingesprengt, selten krystallisirt, mit Turmalin in Chloritschiefer. — Gegend von Katharinenburg, bei Kuschwa, in goldhaltigem Sande mit Platin und Magneteisen. Die Krystalle von hier bilden sechsseitige Säulen bis von 2 Centimeter Länge, rosenroth, blau, grau auch weiß. Meist zeigen sich verschiedene Farben an jedem Krystall, namentlich sind Rosenroth mit Blau und Blau mit Weiß in der Art verbunden, daß die an der Oberfläche rothen Individuen auf dem Querbruche festungsähnliche blaue Räume wahrnehmen lassen. Der Kern solcher Krystalle ist stets blau, während die an der Oberfläche blauen Musterstücke einen rothen Kern zu haben pflegen. Auf dieselbe Weise sind die blauen und weißen Krystalle aus einander umschließenden (hohlen) Prismen von diesen beiden Farben zusammengesetzt. Auch Geschiebe von Korund kommen hier vor. — Auf dem Goldseifenwerke Barsowskoi im flachen Thale der Barsowska 12 Werste in nördlicher Richtung von Kyschtimsk. Der blaue Korund, der dieses Seifenwerk auszeichnet, findet sich nicht in losen Körnern, sondern eingewachsen in einem neuen eigenthümlichen Mineral, das G. Rose [1]) Barsowit nennt. Er erscheint sehr schön dünkel sapphirblau, mitunter auch farblos, ist stets krystallisirt in spitzigen Hexagondodekaëdern, bis zu $1\frac{1}{2}$ Zoll lang und von 2—3 Linien Stärke an der Basis. Mit dem Korund kommen Zeilanit, Epidot, weißer Glimmer und Chlorit vor.

Nordamerika. In großen grauen Krystallen zu Delaware und Newlin, mit Schmirgel zu Unionville in Pennsylvanien, als Geschiebe mit Glimmer und Quarz in den Grafschaften Buncumbe und Gaston in Nordcarolina, mit Kalkspath zu Warwick (Neuyork), in Gneis selten an den Yanticfällen (Connecticut), mit Disthen unfern Lichtfield (West-Farms), Baltimore in Maryland,

1) Reise nach dem Ural, II, 147.

Feldspath zu Franklin (Neujersey), von Wernerit begleitet in körnigem Kalk t Hornblende, Glimmer, Feldspath, Turmalin, Eisenkies, Kalkspath und Talk Newton.

Asien. Ostindien. Hindostan: Präsidentschaft Madras, Provinzen *Cartik und *Mysore, in schönen sehr scharf ausgebildeten sechsseitigen Säulen t Gradendfläche, woran der Blätterbruch die Ecken abstumpft, von blauer d rother Farbe, in Granit und Syenit, häufig von Albit begleitet — ovinz Malabar. — Ceylon: Der Korund ist hier seltener als Sapphir, er nur in einer einzigen Gegend, um Battagamma, auf der Ostseite der sel, in dem ungesundesten District östlich von Badulla zwischen Uva und llassey nur 4—5 Stunden fern dem Orte Aliputa als Geröll im Strome iri Kandura in Menge gefunden wird. Von seiner zimmtbraunen Farbe d er auch bei den Einwohnern Kurundugalle (d. h. Zimmtstein im Singlesischen, von Galle, Stein, Fels, welches auch so vielen Ortsnamen angängt ist) genannt. Dieser Zimmtstein ist der einzige unter den Edelsteinen, im Lande nicht als solcher gilt, dagegen nützlich als Staub zum Poliren, meiden und Graviren der übrigen Edelsteine verwendet wird. — China. ovinz Kwangtung: *Kanton. Schöne grünliche Krystalle mit der bekannten teifung. Sie liegen in einem Syenit mit schwarzer Hornblende und sind t blätterig. Oft werden die Säulen auch bauchig, was sich theilweise durch reinander liegende Dihexaëder erklärt. Die übereinander gelagerten Blätter Gradendfläche stehen nach Mohs öfter in abwechselnder Zwillingsstellung.

C. Schmirgel.

§. 246. Klein- und feinkörnig zusammengesetzte Varietäten, derb und gesprengt von blaulichgrauer bis indigoblauer Farbe, gewöhnlich durch agneteisen u. s. w. verunreinigt. Dient zu Pulver gestoßen seit uralter Zeit s Schleifmittel. Das hebräische Wort Schamir, Jerem. 18, 1 (Judas inde sei in seines Herzenstafeln mit einer Schamirspitze eingegraben) scheint on auf diesen Stein zu deuten.

Vorkommen: Besonders berühmt seit alter Zeit ist der Schmirgel auf axos. Das Eiland ist von Nord nach Süd von einer Gebirgskette durchzen, die gegen West aus Granit besteht. Auf dem Granit liegt körniger lk mit sehr mächtigen Gängen und Einlagerungen von Schmirgel, der häufig t vielem Glimmer durchzogen ist. Seit neuerer Zeit werden jährlich gegen 000 Ctr. ausgeführt, der Centner um den Preis von 10 Drachmen; der gierung bringt dies ungefähr 500000 Drachmen ein. Der für technische decke besonders gesuchte Schmirgel ist jener, der aus einem Gemenge von ünlichweißem Korund und Magneteisen besteht. Einlagerungen des Mi rften sich durch die ganze Insel Naxos ziehen und sonach ist nicht

ten, daß derselbe sobald ausgebeutet werden dürfte. Selten gelingt es inmitten der Schmirgelmasse regelrechte Prismen von dunkelblauem Korund zu sehen, die sich mit Perlglimmer verwachsen zeigen. Der von Landerer analysirte Schmirgel in der Nähe des Dorfes Masticho ergab:

Thonerde	65.
Kieselerde	9.
Eisenoxydul	16.
Wasser und Verlust	10.

Das bekannteste Vorkommen des Schmirgels auf Naxos ist das von Potha. Der von Apirantia findet sich mit feinkörnigem Magneteisen und feinschuppigem silberweißen Glimmer gemengt in derben Massen von aschgrauer Farbe, die stellenweise durch beigemengtes Eisenoxyd rothbraun wird. An vielen Stücken ist ein unvollkommen schieferiges Gefüge wahrnehmbar, was ohne Zweifel durch beigemengten Glimmer bedingt wird. Häufig kommt derselbe mit Rhätizit verwachsen vor. Er wirkt stark auf die Magnetnadel. Der von Argolich unterscheidet sich vom vorhergehenden durch dunklere Farben, hauptsächlich aber dadurch, daß er nicht mit Rhätizit verwachsen vorkommt, selten ist derselbe mit feinkörnigem messinggelben Eisenkies gemengt. Er wirkt ebenfalls stark auf die Magnetnadel, manche Stücken sind sogar polarisch-magnetisch.

In neuester Zeit hat man auch in Kleinasien ein bedeutendes Vorkommen von Schmirgel entdeckt, der ebenfalls schon in großen Massen ausgeführt wird.

sexagonalen Pyramide zugespitzt sind. Der Korund von Kulah und von Adula ist dunkelgrau, aller andere aus Kleinasien aber blau.

In kleinern Partien findet sich der Schmirgel zu Ronda in Granada, bei Miramorskoi unweit Katharinenburg in Sibirien in Chloritschiefer eingesprengt und unfern des Ochsenkopfes zwischen Schwarzenberg und Bodau in Sachsen in einem dünnschiefrigen Glimmerschiefer von Talk und Blende begleitet.

Anwendung des Sapphirs zum Schmuck.

§. 247. Seiner Härte, der schönen Farben und des lebhaften Glanzes wegen ist der Sapphir ein sehr beliebter Edelstein, er wird in der Bijouterie besonders zu Nadel- und Ringsteinen und andern Gegenständen des Luxus verwendet. Kleine Sapphire der verschiedenen Farbenabänderungen benutzt man zur Einfassung größerer Steine. In China werden mit Rubinen die Schuhe der Damen besetzt.

Schon die Alten kannten und benutzten den Sapphir, jedoch unter andern Namen, die weiter unten angeführt werden. Das was sie mit dem Namen Sapphir bezeichneten, waren jedenfalls Lasursteine und blaue Flußspathe. Zu Gemmen scheinen sie sich seiner nur äußerst selten bedient zu haben, wahrscheinlich wegen der schwerern Bearbeitung. Im Cabinet Strozzi zu Rom befindet sich ein von Cneius in Sapphir gravirter Herculeskopf und im französischen Schatze eine Intaglie von sehr schöner Farbe mit der Darstellung des Pertinax. Auch im petersburger und turiner Cabinet sind einige schöne Gravirungen in Sapphir. Dagegen wurde er aber bis in die neueste Zeit merkwürdigerweise als Arzneimittel betrachtet und ihm verschiedene geheime Kräfte zugeschrieben. So sollte der blaue Sapphir dem Beherzten noch mehr Muth machen, gegen Bezauberung dienen und gegen hitzige Krankheiten ein Mittel sein, der Rubin Gemüthsruhe erzeugen u. s. w.

§. 248. Bearbeitung.

Man schleift die Sapphire auf einer eisernen Scheibe, vermittelst Schmirgel oder Diamantpulver und gibt ihnen auf der nämlichen oder auf einer Kupferscheibe mit Tripel und Wasser die Politur. Selbst auf Bleischeiben werden sie zuweilen mit Schmirgel und Wasser geschliffen. Im Königreich Golkonda schneidet man die Sapphire vermittelst zweier umeinander gedrehter und an die beiden Enden eines gebogenen Stabes befestigter Eisendrähte, die mit einem Teige aus Wasser und gepulvertem Korund bestrichen werden, und auch die Chinesen schneiden und schleifen die harten Edelsteine auf diese Art. Sie erhalten die Brillanten-, Rosetten- oder Treppenschnittform, oder werden zu Tafel- und Dicksteinen geschnitten. Den Sapphiren gibt man beim Brillantschnitt gewöhnlich eine größere Tafel und läßt sie weniger dick im Untertheile als die

Rubine. Die Asterien und kleinern Sapphire aber schleift man halbkugelförmig, en cabochon. Beim Fassen erhalten sie eine ihrer Farbe entsprechende Unterlage: der Rubin bekommt eine röthliche Goldfolie, oder eine Folie von Kupfer oder rothem Glase; dem blauen Sapphir legt man ein Silberblättchen, blau gefärbte Folie oder auch wol blaue Enten-, Tauben- oder Pfauenfedern unter, während man den Wassersapphir in einen schwarzen Kasten setzt; ganz reine Stücke jeder Farbe werden am besten à jour gefaßt. Rubine setzt man im Orient fast nie auf Folie, sondern schlägelt sie unten aus und füllt sie mit sehr fein polirtem Golde aus, wodurch ihr Glanz und die Farbe ungemein erhöht werden sollen. Durch vorsichtiges Glühen in einem mit Asche oder Thon angefüllten Tiegel sucht man manchen Sapphiren ihre Flecken zu benehmen und ihnen eine angenehmere nnd reinere Farbe und größere Durchsichtigkeit zu geben.

§. 249. Benennungen im Handel.

Wenige Edelsteine wurden früher nach ihren Farben so getrennt als dieser, und erst Graf Bournon, „Philosophical Transactions", 1802, vereinigte unter dem indischen Worte Korund alle Mineralien, die bisher unter den folgenden Namen zerstreut waren. Die Orientalen hatten dies nach Ben Mansur [1]) schon seit mehreren Jahrhunderten gethan. Nach der Intensität ihrer Farben theilt man sie seit ältester Zeit in männliche oder weibliche, jene dunkler, diese lichter gefärbt. Hauy versuchte sogar für die edlern einen neuen Namen Télésie (vollkommener Körper) einzuführen.

Die verschiedenen Benennungen, welche dem Sapphir im Handel beigelegt worden sind, sind nun folgende:

1. Rubin [2]) (Orientalischer Rubin; Rubis oriental; oriental Ruby; Rubin-Zaffiro). Sehr dunkel karmoisinroth oder cochenilleroth, aber gern mit weißen Flecken, die man ihm jedoch durch vorsichtiges Glühen benehmen kann; auch karmin-, fleisch-, rosenroth, meist mit einem Stich ins Violblaue, zumal beim Durchsehen und nahe ans Auge gehalten. Beim Kerzenlichte ändert er seine Farbe nicht. Manche Stücke lassen zuweilen einen milchigen Widerschein wahrnehmen. Will man den Rubin in seinem vollen Glanze sehen, so muß man den rothen Strahl des Prismas auf ihn fallen lassen, dann entsteht ein wahrhaft wunderbarer Effect. In jedem andern Lichte des Prismas als in seinem eigenen muß ein reiner Rubin vollkommen schwarz erscheinen. Unstreitig der werthvollste aller Edelsteine und ohne Zweifel von Theophrast unter Anthrax inbegriffen, der „vollkommen unverbrennbar gegen die Sonne

1) Buch der Edelsteine.

2) Von rubeus, roth.

gehalten einer glühenden Kohle gleiche", bei Plinius „Indischer Carbunculus". Rubinglas findet man schon in Celtengräbern und Gläser lassen sich mit Goldpurpur ganz so färben.

2. Sapphir[1]) (Orientalischer Sapphir; oriental Sapphire). Von dem dunkelsten bis zum lichtesten Blau, in den verschiedensten Nuancen, nach welchen Eigenschaften die Sapphire wieder eigene Benennungen erhalten. Männlicher Sapphir (Indigo-Sapphir, saphir mâle, saphir bleu indigo): lebhaft berliner- oder smalteblau, vollkommen rein und klar. Weiblicher Sapphir (saphir femelle): blaßblau mit einen Stich ins Weiße, zuweilen mit himmelblauen Strichen oder Flecken. Wasser-Sapphir: sehr blaßblau, manchmal fast ungefärbt. Luchs- oder Katzen-Sapphir: schwärzlich- oder grünlichblau, oft wenig klar und nicht durchsichtig. Die schönste Farbe des Sapphirs ist ein reines Kornblumenblau und zwar ist sie um so geschätzter, je mehr sie im Verein mit dem Glanze ins Sammtähnliche zieht, was sehr selten ist. Dennoch geben auch minder hohe Farben sehr angenehme Steine. Es gibt Sapphire von solcher Dunkelheit, daß sie in den Winkeln beinahe schwarz widerscheinen. — Von Griechen und Römern wurden unter Sapphir die Lasursteine begriffen. Unsern nennt Plinius, 37, 38, wegen seiner Farbe von Kornblumen Cyanos und unterscheidet schon mares und feminas. Gegenwärtig wird die Farbe in Glasflüssen durch Kobalt täuschend nachgeahmt. Die Alten wußten das aber nicht und doch ist das dunkelblaue Glas der antiken Vase im Britischen Museum mit feinen blendendweißen Basreliefs von unübertrefflicher Schönheit weltbekannt, auch sagt Plinius ausdrücklich: adulteratur maxime tinctura, und schreibt diese Kunst des Nachmachens einem ägyptischen Könige zu.

3. Orientalischer Topas (Topas-Sapphir; topaze orientale; oriental Topaz): Hochgelb, citronen- oder bräunlich strohgelb; spielt zuweilen etwas ins Grünliche. Er zeichnet sich durch sein schönes Feuer von dem eigentlichen Topas sehr aus; auch kommt er oft großer und seltener fehlerhaft vor als die andern Arten des Sapphirs. Die jonquillengelbe Farbe, die in den Winkeln nicht ins Bräunliche spielt, ist die geschätzteste des gelben Korund. Sein Glanz und Feuer gewinnt beim Kerzenlichte mehr als er verliert und ein Diamant von derselben Farbe hat wenig Vorzug vor ihm.

4. Orientalischer Aquamarin (Aiguemarine orientale, Corindon bleu). Grünlichblau, rein und durchsichtig; besitzt höhern Glanz und größere Härte als der eigentliche Aquamarin.

---

1) Soll von der Insel Sapphirine im Arabischen Meere abstammen, das Wort ohne Zweifel hebräischen Ursprungs.

5. Orientaliſcher Smaragd (Emeraude orientale, Saphir vert; oriental Emerald). Der ſeltenſte aller Edelſteine, beſonders mit geſättigter Farbe. Grün, welches mehr oder weniger dunkel iſt, und gewöhnlich einen Stich ins Gelbe hat. Er erreicht in ſeiner Farbe nicht die Schönheit des eigentlichen Smaragds, zeichnet ſich aber vor ihm durch die Stärke ſeines Glanzes aus.

6. Orientaliſcher Chryſolith (Péridot orientale). Gelblichgrün, kommt in der Farbe dem Chryſoberyll ſehr nahe, unterſcheidet ſich aber ſehr merkbar von ihm durch ſtärkern Glanz.

7. Orientaliſcher Hyacinth (Hyacinthe ou vermeille orientale, Corindon vermeil). Morgenroth, mit einem Stich ins Weißliche oder Gelbliche; etwas weniges ſchillernd.

8. Orientaliſcher Amethyſt (Amethyſt-Sapphir, Violett-Rubin; Améthyste orientale; oriental Amethyst). Schwach violblau, was zuweilen ins Roſenrothe und ins Purpurfarbige ſpielt. Spinell und Granat behalten die Farbe, die ſie bei Tage haben, auch beim Kerzenlichte, bei dem der Amethyſt in das Graue fällt, während der violette Korund ſich beim Kerzenlichte auffallend röther zeigt als am Tage und ſein Glanz ſowie ſeine Spielung bei Sonnen- wie bei Kerzenlicht viel heller, feiner und feuriger als jene des Spinell und Granat und weit ſchöner als jener des gewöhnlichen Amethyſts iſt.

9. Weißer Sapphir (Leuco-Sapphir; Saphir blanc, white Sapphire). Waſſerhell und vollkommen durchſichtig. Sehr lebhafter Glanz, der dem des Diamanten am nächſten kommt.

Zuweilen laſſen die Sapphire eigenthümliche Lichterſcheinungen wahrnehmen und werden nach dieſen verſchieden benannt.

10. Sternſapphir (Aſterie, opaliſirender Sapphir, Sternſtein; Astérie, Saphir étoilé; chatoyent or opalescent Sapphire). Manche durchſcheinende Sapphire zeigen bei auffallendem ſtarken Sonnenlichte oder Kerzenlicht einen ſechsſtrahligen Lichtſtern, der nach Verſuchen von Babinet offenbar mit einer dreifachen Streifung der Gradendfläche im Zuſammenhange ſtehen muß. Dieſe Eigenthümlichkeit tritt aber dann erſt deutlich hervor, wenn der Stein convex, en cabochon, geſchliffen wird, wobei vorzüglich zu beobachten iſt, daß die Hauptachſe des Kryſtalls ſenkrecht auf der Grundfläche des convex geſchnittenen Steins ſtehen muß. Nach Brewſter enthält der Sapphir drei Syſteme außerordentlich kleiner Höhlungen, parallel den Seiten eines gleichſeitigen Dreiecks, welche bei der Reflexion die leuchtenden Linien hervorrufen. Die Linien verwandeln ſich nach ihm in Ringe, wenn der Sapphir nach Ebenen geſchnitten wird, die keinem der drei Syſteme von Höhlungen parallel laufen. Dieſe Sternſapphire werden dann bei rothem Grunde Rubin-, bei

blauem Sapphir- und bei gelbem Topas-Asterien genannt. Es kommen auch Rhomboëder vor, deren Endkanten leuchten. Deutliche Sterne sind sehr selten, solche mit einfachem Lichtschein aber auf der Gradendfläche wie bei folgender Art häufiger. Schon Plinius, „Hist. nat.", 37, 48, scheint ihn unter Astries zu begreifen, denn die Worte: „in India nascens intus a centro ceu stella lucet", passen vortrefflich auf ihn, und Hausmann sucht es wahrscheinlich zu machen, daß der Meou-pho lo ku-la pho der Buddhisten, welcher sich in den Topen der indo-baktrischen Königsstraße findet, nicht Katzenauge, sondern Sternsapphir sei.

11. Orientalischer Girasol (Sapphir- oder Rubin-Katzenauge, Sonnenstein; Corindon girasol; Girasol Sapphire). Gelblicher, röthlicher oder bläulicher Lichtschimmer oder Widerschein, gewöhnlich von hellerer Farbe als die des Steins, verbreitet auf der convexen Oberfläche desselben, beim Hin- und Herbewegen.

§. 250. Werthbestimmung des Sapphirs. [1])

Auch bei dem Sapphir ist der Preis sehr der Willkür unterworfen. Doch wird er nach dem Diamant am meisten geschätzt und sein Werth richtet sich vorzüglich nach Farbe, Reinheit und Größe des Steins, vorzüglich übt erstere einen großen Einfluß hierauf, da die Sapphire schon ihrer Farbenabänderung nach, bei übrigens gleichen Verhältnissen, in verschiedenem Ansehen stehen. Von allen Varietäten steht der orientalische Rubin und der orientalische Smaragd am meisten im Werthe, sodaß vollkommene Steine der Art, wenn sie 3 Karat übersteigen, oft ebenso theuer oder noch theuerer sind als Diamanten von gleichem Gewicht und derselben Qualität; denn Rubine, ausgezeichnet durch Farbe und Wasser, sind selten und werden schon an den Gruben mit hohen Preisen bezahlt. Die Taxe des Rubins war schon im Alterthum eine sehr hohe. Theophrast hat für den kleinsten den Preis von 40 Goldstücken angegeben. Nach der Angabe bei Benvenuto Cellini, „Trattato del orifice.", C. I, wurde zu seiner Zeit ein vollkommener Rubin vom Gewicht eines Karats auf 800 écus d'or, ein Diamant von gleichem Gewicht nur auf 100 écus d'or geschätzt. (Vgl. P. J. Mariette, „Traité des pierres gravées", I, 162.) Hierauf folgt der blaue Sapphir, vorzüglich der männliche, dann der gelbe und endlich die anders gefärbten Steine. Der blaue Sapphir kommt häufiger und größer vor und ist deshalb schon wohlfeiler, obwol auch Steine von vollkommener Schönheit und einem gewissen Gewicht den Preis des Diamants noch übertreffen. Dieselben sind aber sehr selten und sehr gesucht. Einige

1) Blum, Taschenbuch der Edelsteinkunde, S. 143.

stellen im allgemeinen den Sapphir den farbigen Diamanten im Werthe gleich, andere nehmen an, daß er im Durchschnitt halb soviel werth sei als ein Brillant bei übrigens gleichen Verhältnissen. Zuweilen soll der Preis eines Steins auch auf die Art bestimmt werden, daß man den halben Preis eines 1 Karat schweren Steines mit dem Quadrat der Schwere des zu taxirenden Sapphirs multiplicirt.

Es bleibt aber immer sehr schwierig, den Preis eines Karats dieser Steine mit einiger Bestimmtheit anzugeben, da dies mehr oder weniger so sehr von der größern oder geringern Vollkommenheit derselben abhängt. Die Aufstellung einer Preistabelle kann daher, um der Wahrheit am nächsten zu kommen, nur in Mittelpreisen gegeben werden, und soll nur dazu dienen, ein Anhalten im allgemeinen zu gewähren.

Ein Rubin:

1	Gran	schwer	. . . . .	3	Fl. rhein.
2	»	»	. . . . .	8	» »
3	»	»	. . . . .	19	» »
4	»	»	1 Karat	30	» »
8	»	»	2 »	90	» »
12	»	»	3 »	250	» »
16	»	»	4 »	360	» »
20	»	«	5 »	500	» »

Ein blauer Sapphir:

1	Karat	schwer	. . . . .	15 Fl.
2	»	»	. . . . .	30 »
3	»	»	. . . . .	45 »
4	»	»	. . . . .	65 »
5	»	»	. . . . .	80 »
6	»	»	. . . . .	100 »
8	»	»	. . . . .	150 »
10	»	»	. . . . .	250 »

Kleinere Steine beider Arten kosten im Durchschnitt:

8	Stück	auf	1 Karat	. . . .	10 Fl.
12	»	»	1 »	. . . .	8 »
16—24	»	»	1 »	. . . .	6 »

Um auf die Verschiedenheit der Preise aufmerksam zu machen, sollen diejenigen angegeben werden, welche man bei der Versteigerung der Kunst*gegenstände* des Marquis de Drée in Paris für einzelne Steine bezahlte:

1000	Fr.	für 1	kirschrothen Rubin	von 8	Gran.
400	»	» 1	ponceaurothen »	» 6	»
1400	»	» 1	bläulichrothen »	» 10	»
1200	»	» 1	etwas hellern »	» 12	»
1760	»	» 1	kornblumenblauen Sapphir	» 24	»
1500	»	» 1	indigoblauen »	» 27	»
123	»	» 1	hellblauen »	» 16	»
120	»	» 1	weißen »	» 18	»
400	»	» 1	orientalischen Amethyst	» 6	»
620	»	» 1	schön gelben Topas	» 26	»
71	»	» 1	hellgelben »	» 25	»

dieser Tabelle geht das Schwanken der Preise und besonders der Einder Farbe auf dieselben sehr deutlich hervor.

Noch mehr zeigt sich dasselbe in dem Verzeichniß der Edelsteine des französischen Kronschatzes, das im Jahre 1791 angefertigt wurde und aus dem hier einige Taxationen von Sapphiren anführen wollen:

a. Orientalischer Rubin:

1	orient. R.	von	$8^{3}/_{16}$	Karat	Gew.	geschätzt auf	4000 Fr.
1	»	»	7	»	»	»	8000 »
1	»	»	$5^{6}/_{16}$	»	»	»	1200 »
1	»		$5^{8}/_{16}$	»	»	»	4000 »
1	»	»	$4^{2}/_{16}$	»	»	»	1200 »
1	»		$3^{12}/_{16}$	»	»	»	1800 »
1	»	»	$3^{4}/_{16}$	»	»	»	3000 »
1		»	$2^{8}/_{16}$	»	»	»	300 »
1		»	$3^{2}/_{16}$	»	»	»	200 »
1	»	»	$3^{2}/_{16}$	»	»	»	200 »
1	»	»	$2^{5}/_{16}$	»	»	»	600 »
1		»	$1^{15}/_{16}$	»	»	»	150 »
1	»	»	$3^{1}/_{16}$	»	»	»	1000
1	»		$3^{6}/_{16}$	»	»	»	400 »
1	»	»	$2^{3}/_{16}$	»	»	»	200 »
66	»	»	$73^{2}/_{16}$	»	»	»	7350 »

b. Sapphir:

2	Sapphire	von	27	Karat	Gew.	jeder, geschätzt zusammen auf	18000 Fr.
1	»	»	19	»	»	»	6000 »
3	»	»	13 u. 12	Kar.	»	»	5300 »
4	»	»	10 » 9	»	»	»	5200 »

15 Sapphire von 6 u. 5 Kar. jeder, geschätzt zusammen auf 6400 Fr.
8 » » 4 » » » » » 1800 »
17 » » 3 u. 2 » » » » » 2700 »
84 » » $144^{2}/_{16}$ » » » » » 8670 »

c. Orientalischer Amethyst:

1 orient. Amethyst von $13^{3}/_{16}$ Kar. geschätzt auf 6000 Fr.
1 » » » $3^{13}/_{26}$ » » » 600 »
1 » » » 2 » » » 200 »

d. Orientalischer Topas:

1 orient. Topas von $27^{14}/_{16}$ Kar. Gew. geschätzt auf 6000 Fr.
1 » » » 11 » » » » 500 »
35 » » » 61 » » » zusammen auf 2450 »
2 » » jeder » 13 » » » » » 2400 »
3 » » » » 9 » » » » » 4100 »
3 » » » » 8 » » » » » 1400 »
3 » » » » 7 » » » » » 3000 »
4 » » » » 6 » » » » » 1400 »
3 » » » » 5 » » » » » 1000 »
7 » » » » 4 » » » » » 2000 »
6 » » » » 3 » » » » » 1100 »

§. 251. Fehler und Verfälschungen.

Fehler, welche bei dem Sapphir vorkommen und die auf die Bestimmung des Preises einwirken, sind: Wolken, milchartige, halbdurchsichtige Flecken (Chalcedonflecken), weiße, glasartige Streifen, Risse, Sprünge und Knoten, wozu noch zuweilen ungleiche Vertheilung der Farben, Vereinigung mehrerer Farben an einem Stücke und Mangel an Durchsichtigkeit kommen.

Da der Sapphir besonders in seinen rothen und blauen Abänderungen ein sehr beliebter und gesuchter Edelstein ist, so werden nicht nur andere, ihm ähnliche Steinarten untergeschoben, sondern auch Glasflüsse statt seiner verkauft. Für Rubin werden zuweilen ausgegeben: Spinell, Granat, Hyacinth, rother Quarz, ausgeglühter Amethyst, rothgebrannter brasilianischer Topas, rother Turmalin. Disthen und Cordierit schiebt man manchmal dem blauen Sapphir unter. Die Härte ist vor allem das sicherste Mittel, die Echtheit eines Sapphirs zu erfahren. Auch durch die verschiedenen Arten von Doubletten sucht man die Sapphire nachzuahmen, allein diese sind theils durch ihre Farbe, theils, wenn sie nicht gefaßt sind, durch Untersuchung der Rundiste leicht zu erkennen.

blauem Sapphir- und bei gelbem Topas-Asterien genannt. Es kommen auch Rhomboëder vor, deren Endkanten leuchten. Deutliche Sterne sind sehr selten, solche mit einfachem Lichtschein aber auf der Gradendfläche wie bei folgender Art häufiger. Schon Plinius, „Hist. nat.", 37, 48, scheint ihn unter Astrios zu begreifen, denn die Worte: „in India nascens intus a centro ceu stella lucet", passen vortrefflich auf ihn, und Hausmann sucht es wahrscheinlich zu machen, daß der Meou-pho-lo-kiu-la-pho der Buddhisten, welcher sich in den Topen der indo-baktrischen Königsstraße findet, nicht Katzenauge, sondern Sternsapphir sei.

11. Orientalischer Girasol (Sapphir- oder Rubin-Katzenauge, Sonnenstein; Corindon girasol; Girasol Sapphire). Gelblicher, röthlicher oder bläulicher Lichtschimmer oder Widerschein, gewöhnlich von hellerer Farbe als die des Steins, verbreitet auf der convexen Oberfläche desselben, beim Hin- und Herbewegen.

§. 250. Werthbestimmung des Sapphirs. [1])

Auch bei dem Sapphir ist der Preis sehr der Willkür unterworfen. Doch wird er nach dem Diamant am meisten geschätzt und sein Werth richtet sich vorzüglich nach Farbe, Reinheit und Größe des Steins; vorzüglich übt erstere einen großen Einfluß hierauf, da die Sapphire schon ihrer Farbenabänderung nach, bei übrigens gleichen Verhältnissen, in verschiedenem Ansehen stehen. Von allen Varietäten steht der orientalische Rubin und der orientalische Smaragd am meisten im Werthe, sodaß vollkommene Steine der Art, wenn sie 3 Karat übersteigen, oft ebenso theuer oder noch theuerer sind als Diamanten von gleichem Gewicht und derselben Qualität; denn Rubine, ausgezeichnet durch Farbe und Wasser, sind selten und werden schon an den Gruben mit hohen Preisen bezahlt. Die Taxe des Rubins war schon im Alterthum eine sehr hohe. Theophrast hat für den kleinsten den Preis von 40 Goldstücken angegeben. Nach der Angabe bei Benvenuto Cellini, „Trattato del orific.", C. I, wurde zu seiner Zeit ein vollkommener Rubin vom Gewicht eines Karats auf 800 écus d'or, ein Diamant von gleichem Gewicht nur auf 100 écus d'or geschätzt. (Vgl. P. J. Mariette, „Traité des pierres gravées", I, 162.) Hierauf folgt der blaue Sapphir, vorzüglich der männliche, dann der gelbe und endlich die anders gefärbten Steine. Der blaue Sapphir kommt häufiger und größer vor und ist deshalb schon wohlfeiler, obwol auch Steine von vollkommener Schönheit und einem gewissen Gewicht den Preis des Diamants noch übertreffen. Dieselben sind aber sehr selten und sehr gesucht.

---

1) Blum, Taschenbuch der Edelsteinkunde, S. 143.

lischer Rubin von der Größe eines Taubeneies befunden haben, der größte, den man bis dahin kannte. Er war ihr vom König Gustav III. von Schweden bei seiner Anwesenheit in Petersburg im Jahre 1777 geschenkt worden. („Mémoires du regne de Catherine, impératrice de Russie", p. 89.)

In dem Verzeichniß der Juwelen der französischen Krone vom Jahre 1791 wird ein Korund in Form eines verlängerten Ovals von $19^2/_{16}$ Karat Schwere aufgeführt, welchen man auf 6000 Fr. schätzte. Derselbe ist an beiden Enden sapphirblau und in der Mitte topasgelb und befindet sich jetzt in der Mineraliensammlung im Jardin des plantes zu Paris. In derselben Sammlung befindet sich einer der schönsten blauen Sapphire, ohne Flecken oder Fehler, von $132^1/_{16}$ Karat. Derselbe wurde in Beigalen von einem armen Manne, der mit Holzlöffeln handelte, gefunden, kam später in den Besitz des Hauses Rospoli zu Rom und wurde von diesem einem deutschen Fürsten überlassen, der ihn später an den französischen Juwelenhändler Perret für 170000 Fr. verkaufte, jedenfalls eine Summe, die lange nicht seinen eigentlichen Werth erreichte. Auf der pariser Ausstellung machten zwei außergewöhnlich große blaue Sapphire, einer Miß Burdett Coutts gehörend, großes Aufsehen; sie waren auf 750000 Fr. geschätzt. — Walhs citirt einen Rubin von $436^1/_2$ Karat. Furetière sah einen zu Paris von 240 Karat, und Chardin spricht mit Bewunderung von einem en cabochon geschliffenen Rubin von sehr schöner Farbe und Größe und Gestalt eines halben Eies, auf welchem an der Spitze „Scheikh Sephy" eingravirt war. Im Besitze des Königs von Arrakan in Indien sind zwei sehr große Rubine, von welchen jeder eine sechsflächige Pyramide von etwa $1^1/_2$ Zoll Höhe bildet, deren Basis einen Zoll im Durchschnitt hat. Der Juwelier Caire zu Paris besaß einen orientalischen Topas von 29 Karat Schwere, in dem in seiner ganzen Ausdehnung durch und durch gebohrt die arabische Inschrift stand: „Nur mit Gott wird es sich erfüllen." Er war ein berühmtes arabisches Amulet.

3. Chrysoberyll. [1])

Syn. Prismatischer Korund — orientalischer Chrysolith — Chrysopal — franz. Cymophane — engl. Chrysoberyll — ital. Crisoberillo.

§. 255. Morphologische Eigenschaften.

Der Chrysoberyll krystallisirt im rhombischen Systeme, und zwar ist die Grundform nach Levy und Descloizeaux eine gerade rectanguläre Säule mit

---

1) Von χρυσός, Gold und Beryll. Der Name kommt zwar schon bei Plinius, „Hist. nat.", 37, 20, vor, allein das war nicht der unserige. Hauy nannte ihn nach seinem innern Lichtscheine Cymophane (κῦμα, Welle). Die ältern hielten ihn für Chrysolith, aber es ist der dritthärteste Stein.

1000	Fr.	für	1	kirschrothen	Rubin	von	8 Gran.
400	»	»	1	ponceaurothen	»	»	6 »
1400	»	»	1	bläulichrothen	»	»	10 »
1200	»	»	1	etwas hellern	»	»	12 »
1760	»	»	1	kornblumenblauen	Sapphir	»	24 »
1500	»	»	1	indigoblauen	»	»	27 »
123	»	»	1	hellblauen	»	»	16 »
120	»	»	1	weißen	»	»	18 »
400	»	»	1	orientalischen	Amethyst	»	6 »
620	»	»	1	schön gelben	Topas	»	26 »
71	»	»	1	hellgelben	»	»	25 »

dieser Tabelle geht das Schwanken der Preise und besonders der Einder Farbe auf dieselben sehr deutlich hervor.

Noch mehr zeigt sich dasselbe in dem Verzeichniß der Edelsteine des franchen Kronschatzes, das im Jahre 1791 angefertigt wurde und aus dem hier einige Taxationen von Sapphiren anführen wollen:

a. Orientalischer Rubin:

1	orient.	R.	von	$8^{3}/_{16}$	Karat	Gew.	geschätzt auf	4000 Fr.
1	»	»		7	»	»	»	8000 »
1	»	»		$5^{6}/_{16}$	»	»	»	1200 »
1	»	»		$5^{8}/_{16}$	»	»	»	4000 »
1	»	»		$4^{2}/_{16}$	»	»	»	1200 »
1	»	»		$3^{12}/_{16}$	»	»	»	1800 »
1	»	»		$3^{4}/_{16}$	»	»	»	3000 »
1	»	»		$2^{8}/_{16}$	»	»	»	300 »
1	»	»		$3^{2}/_{16}$	»	»	»	200 »
1	»	»		$3^{2}/_{16}$	»	»	»	200 »
1	»	»		$2^{5}/_{16}$	»	»	»	600 »
1	»	»		$1^{15}/_{16}$	»	»	»	150 »
1	»	»		$3^{1}/_{16}$	»	»	»	1000 »
1	»	»		$3^{6}/_{16}$	»	»	»	400 »
1	»	»		$2^{3}/_{16}$	»	»	»	200 »
66	»	»		$73^{2}/_{16}$	»	»	»	7350 »

b. Sapphir:

2 Sapphire von 27 Karat Gew. jeder, geschätzt zusammen auf
1 » » 19 » » »
3 » » 13 u. 12 Kar. » »
1 » » 10 » 9 » » »

§. 258. Man kann folgende zwei Varietäten von Chrysoberyll unterscheiden, von denen jedoch nur die erste eine mercantilische Wichtigkeit hat:

a. Spargelgrüner (bis olivengrüner) Chrysoberyll.

Derselbe war als Geschiebe von Ceylon und Brasilien schon lange bekannt. Viele darunter zeigen den blaulichen wogenden Lichtschein. Brewster fand auf $^1/_7$ Quadratzoll 30000 feine Höhlungen, die wol die Ursache davon sein könnten. In *Ceylon findet er sich im Sande der Flüsse mit Turmalin, Sapphir und Spinell. Jedoch ist er daselbst so selten geworden, daß Davy während seines langen Aufenthalts nur zwei bis drei Stück davon erhalten konnte. In *Borneo kommt er auf der Ostseite der Insel im aufgeschwemmten Lande und im Flußsande mit Körnern, Krystallen und Geschieben von Gold, Diamant, Topas, Smaragd und Rutil vor; in Pegu als Geschiebe und lose Krystalle im Sande der Flüsse. In *Brasilien wäscht man ihn mit den Diamanten aus; er findet sich hier in gelblichgrünen, haselnußgroßen Stücken mit einem spec. Gewicht von 3,7337.

Später fand man ihn auch in Nordamerika, und zwar in wohl ausgebildeten Tafeln und Prismen mit Turmalin, Granat und Beryll auf Granitgängen im Gneis zu Haddam in Connecticut und in zahlreichen regelrechten Gestalten, namentlich Zwillingsbildungen mit Turmalin, Granat und Apatit im Schriftgranit zu Saratoga und Greenfield im Staate Neuyork. In sehr schönen tafelartigen Krystallen, von denen die größten 3 Linien lang und 1 Linie dick sind, findet er sich am Schinderhügel bei Marschendorf in Mähren. Gewöhnlich sind die Krystalle zertrümmert, oliven-, öl- oder spargelgrün, grünlichweiß, selbst wasserhell, durchsichtig, glasglänzend und eingewachsen nach der Schieferung des Gesteins mit Faserquarz, Spinell- und Granatkrystallen in einem eigenthümlichen, aus weingelbem Quarz, gelblichweißem Feldspath und silberweißem Glimmer sehr grobkörnig zusammengesetzten Gneis, welcher als Geschiebe in einem feinen, glimmerreichen Alluvialsande nahe am Gneisgebirge in Feldgründen vorkommt.

b. Grasgrüner (bis smaragdgrüner) Chrysoberyll.

Am Tage der Volljährigkeit des russischen Thronfolgers in den Smaragdgruben an der Takowaja 180 Werste östlich Katharinenburg gefunden, und da er auch die beiden militärischen Hauptfarben des russischen Reichs, Roth und Grün, zeigt, Alexandrit genannt. Stets in Drillingen bis zu $2^1/_2$ Zoll Durchmesser. Durchscheinend, aber wegen der vielen Sprünge nicht zum Schleifen geeignet. Einem geringen Gehalte von 0,36 Chromoxyd verdankt er seine grüne, am Tage sehr gefällige Farbe. Auch enthält er Spuren von Kupfer und Bleioxyd. Beim Lichte abends sieht er dagegen dunkelroth wie Pyrop aus,

§. 252. Anwendung zu mikroskopischen Linsen.

Die Schwierigkeiten, die wegen der Härte des Diamanten mit dem Schleifen desselben verbunden waren, bestimmten Pritchard im Jahre 1827 Sapphir zu mikroskopischen Linsen anzuwenden, da derselbe sich vermöge seiner grossen Refractions- und geringen Dispersionskraft hierzu besonders eignet. Die daraus geschliffenen Linsen wurden ungeachtet ihrer schwach bläulichen Farbe ganz vortrefflich gefunden. Nach der Messung von Mitscherlich verhält sich die doppelte Strahlenbrechung des Sapphirs zu der des Bergkrystalls wie 1,1221 : 1,0000. Pritchard sagt, daß, wenn man eine Linse aus Glas, aus Sapphir und aus Diamant in derselben Schale schleift, also in derselben Krümmung, die relativen Brennweiten sich wie $^1/_{13}$, $^1/_{25}$ und $^1/_{40}$ Zoll verhalten. Die Linearvergrößerung derselben Linse ist also bei Glas 150, bei Sapphir 250, bei dem Diamant 400 über die natürliche Größe. Die chromatische Ausstreuung des Sapphirs ist wie am Diamant nicht größer als jene des Wassers.

§. 253. Anwendung des Korunds zum Schleifen.

Schlechte Stücke des Sapphirs und der Abgang desselben beim Schleifen, sowie trübfarbige Korunde und Schmirgel (s. dieser) gebraucht man wegen der hohen Härte zum Schleifen und Poliren anderer harter Edelsteine, des Glases und der Metalle. Den Korund verwendet man namentlich in Ostindien und China, weswegen man ihn auch in Madras Schleifspath (Grindingspars nach Magellan) nennt. Die Chineten bedienen sich desselben zum Durchsägen harter Steinarten, indem sie mit dem Pulver desselben die Saiten eines Bogens bestreichen, der aus zwei Metalldrähten geflochten ist. Die Tamulen verfertigen sogar aus Korundpulver und Lackharz ein Rad, auf welchem sie Edelsteine schneiden (vgl. „Steinschleiferei").

Außer diesen Anwendungen braucht man auch noch den Korund zu Zapfenlagern für die Spindeln feiner Uhren und als Werkzeug zum Ziehen feiner Drähte. Das Ausführliche darüber ist im „Allgemeinen Theile" angegeben.

§. 254. Große Sapphire.

Tavernier beschreibt zwei Rubine, die der König von Visapur besessen haben soll, wovon der eine $50^3/_4$ Karat, der andere $17^1/_2$ Karat wog. Ersterer wurde auf 60000, der andere auf 74550 Fr. geschätzt. Ferner führt er unter den Kostbarkeiten des Großmoguls einen orientalischen Topas von $157^1/_4$ Karat im Werthe von 271600 Fr.

Die englische Gesandtschaft, welche nach A
951 Karat schweren, blauen Sapphir, der aber
In der Krone der Kaiserin Katharina von

verändert und desto breiter erscheint, je flacher die Wölbung des Steins ist, sodaß er bei völliger Ebene einen schillernden Spiegel über den ganzen Stein bildet. — Man schleift den Chrysoberyll gewöhnlich auf einer messingenen Scheibe mit Schmirgel und gibt ihm auf einer zinnernen mit Tripel die Politur. Wegen seines geringen Feuers und der wenig ausgezeichneten Farbe steht er im allgemeinen in keinem großen Werthe; à jour wird er daher selten gefaßt; gewöhnlich muß man den durchsichtigen, die man zu Ring- und Nadelsteinen verarbeitet, noch eine Goldfolie unterlegen. Am meisten werden noch die mit dem wogenden Lichtscheine geschätzt, die man namentlich in Brasilien häufig trägt. In Paris wurde ein schöner grüner, oval geschnittener Chrysoberyll von 7 Linien Länge und 5 Linien Breite für 610 Fr. verkauft, und ein anderer, sehr schön opalisirender, beinahe 5 Linien lang und 4 Linien breit, kostete 603 Fr. Hellere Abänderungen mit matten Farben sind weniger werth. Der größte bisjetzt in Brasilien im Termo von Minas-Novas gefundene Chrysoberyll befindet sich in der Schatzkammer von Rio-de-Janeiro und soll 16 Pfd. wiegen. [1])

Apatit und Flußspath, sowie grünliche Bergkrystalle und künstliche Glasflüsse, werden dem Chrysoberyll zuweilen untergeschoben, aber er ist härter als alle diese Arten. Der Chrysolith kommt ihm im Aeußern sehr nahe, er ist aber um weniges leichter und bei weitem weicher als Chrysoberyll.

4. Spinell. [2])

Syn. Dodekaëdrischer Korund — Ceylönit — Pleonast (der schwarze) — Alumine magnesiée. Franz. Spinelle; engl. Spinel; ital. Spinello; pers. Laal.

§. 260. Morphologische Eigenschaften.

Der Spinell krystallisirt im tesseralen Systeme und hat zur Grundform das regelmäßige Octaëder (Fig. 164[a]), welches häufig verschoben als octaëdrische Tafel, auch mit den Flächen eines Rhombendodekaëders und Leucitoëders erscheint. Sehr häufig finden sich auch Zwillingskrystalle nach einer Fläche von O, wie in Fig. 164[b]. Die Krystalle sind entweder einzeln ein- oder aufgewachsen, selten zu Drusen verbunden, auch lose, meist klein, doch bisweilen zollgroß und darüber. Auch kommt der Spinell in Fragmenten und Körnern vor. Romé de l'Isle zeigte zuerst durch genaue krystallographische Messungen, daß der Spinell durch besondere Krystallform vom Rubin geschieden sei.

---

1) Spix und Martius, Reise in Brasilien, 1828, II, 496.

2) Der Name stammt aus dem Mittelalter; bei Agricola, S. 625, finden wir ihn bereits.

Winkeln, welche 120° sehr nahe kommen, nach Mohs das rhombische Octaëder (Orthotyp) von 139° 33′; 86° 16′; 107° 29′. Es findet sich die Grundgestalt mit Abstumpfung der Endkanten, desgleichen unregelmäßige acht- und zwölfseitige Prismen mit vier Flächen zugespitzt. Der Habitus der Krystalle ist kurz und breit säulenförmig oder dick tafelartig mit verticaler Streifung. (Fig. 163.) Es finden sich auch Zwillingskrystalle und Drillingskrystalle namentlich von ausgezeichneter Schönheit in den Smaragdgruben an der Takowaja, 180 Werste östlich Katharinenburg im Ural. Die Krystalle sind theils eingewachsen, theils lose; auch kommt der Chrysoberyll in abgerundeten Fragmenten und Körnern vor.

§. 256. Physikalische Eigenschaften.

Die Spaltbarkeit ist unvollkommen parallel den Flächen der rectangulären Säule. Der Bruch ist muschelig. Er ist spröde. In der Härte = 8,5 folgt er gleich auf den Korund. Das spec. Gewicht ist 3,65 — 3,8. Er ist durchsichtig bis durchscheinend und besitzt in hohem Grade doppelte Strahlenbrechung (= 1,76). Sein Glanz steht in der Mitte zwischen Glasglanz und Fettglanz. Hinsichtlich der Farbe ist er grünlichweiß, spargel-, oliven-, grasgrün und grünlichgrau. Einzelne Stücke zeigen zuweilen einen eigenthümlichen milchigen oder blaulichweißen Lichtschein. Der Strich ist weiß. Durch Reiben erlangt er + Elektricität und behält dieselbe mehrere Stunden.

§. 257. Chemische Eigenschaften.

Kein Mineral hat bei den verschiedenen Analysen so verschiedene Resultate gegeben wie Chrysoberyll. Klaproth und Arfvedson hielten es für kieselsaure Thonerde; Seybert verdanken wir die Entdeckung der Beryllerde darin. Er nahm an, daß der Chrysoberyll aus kieselsaurer Thonerde und einem Aluminat der Beryllerde bestehe. Thomson fand zuerst keine Kieselerde in demselben, was durch H. Rose bestätigt wurde.

Der Chrysoberyll besteht aus einer Verbindung der Thonerde mit Beryllerde ($Be_2O_3 + 3\,Al_2O_3$ mit 19,8 Beryllerde und 80,2 Thonerde, meist ein kleiner Antheil der letztern durch Eisenoxyd ersetzt). Vor dem Löthrohre ist er unveränderlich; von Borax und Phosphorsalz wird er langsam und schwer zu einem klaren Glase aufgelöst; mit Kobaltsoluti-
blau; Säuren sind ohne Einwirkung auf ihn; dagegen zerset-
und saures schwefelsaures Kali. Die Beryllerde löst sich
Kalilauge wie die Thonerde, scheidet sich aber in verdü
wodurch man sie von der Thonerde trennt.

§. 258. Man kann folgende zwei Varietäten von Chrysoberyll unterscheiden, von denen jedoch nur die erste eine mercantilische Wichtigkeit hat

a. Spargelgrüner (bis olivengrüner) Chrysoberyll.

Derselbe war als Geschiebe von Ceylon und Brasilien schon lange bekannt. Viele darunter zeigen den blaulichen wogenden Lichtschein. Brewster fand auf $^1/_7$ Quadratzoll 30000 feine Höhlungen, die wol die Ursache davon sein könnten. In *Ceylon findet er sich im Sande der Flüsse mit Turmalin, Sapphir und Spinell. Jedoch ist er daselbst so selten geworden, daß Tennant während seines langen Aufenthalts nur zwei bis drei Stück davon erhalten konnte. In *Borneo kommt er auf der Ostseite der Insel im aufgeschwemmten Land, und im Flußsande mit Körnern, Krystallen und Geschieben von Gold, Diamant, Topas, Smaragd und Rutil vor; in Pegu als Geschiebe und reine Krystalle im Sande der Flüsse. In *Brasilien wäscht man ihn mit den Diamanten aus; er findet sich hier in gelblichgrünen, haselnußgroßen Stücken mit einem spec. Gewicht von 3,7337.

Später fand man ihn auch in Nordamerika, und zwar in wohl ausgebildeten Tafeln und Prismen mit Turmalin, Granat und Beryll auf Granitgängen im Gneis zu Haddam in Connecticut und in zahlreichen regelrechten Gestalten, namentlich Zwillingsbildungen mit Turmalin, Granat und Apatit im Schriftgranit zu Saratoga und Greenfield im Staate Neuyork. In sehr schönen tafelartigen Krystallen, von denen die größten 3 Linien lang und 1 Linie dick sind, findet er sich am Zehnerlstaal bei Marschendorf in Mähren

besonders wenn man parallel der Hauptachse durchsieht. Das Mineral läßt nämlich nur rothe und grüne Lichtstrahlen durch, die senkrecht aufeinander polarisirt sind. Im Tageslicht mischen sich die Farben und das Grün bleibt überwiegend. Gegen die Flamme oder die untergehende Sonne gehalten, worin die rothen Strahlen vorherrschen, überwiegt dagegen das Roth. Ausgezeichneter Trichroismus.

Haidinger beschreibt denselben (Poggendorf's „Annalen", LXXVII, 228) wie folgt:

Bei grauweißem Wolkenlicht:

1. In der Richtung der großen Diagonale der Basis
   Oelgrün . . . . . hellster Ton.
2. In der Richtung der Hauptachse
   Spangrün . . . . . dunkelster Ton.
3. In der Richtung der kleinen Diagonale der Basis
   Seladongrün . . . . . mittlerer Ton.

Bei vollkommen weißem Lichte:

1. Orangegelb . . . . . hellster Ton.
2. Rein Smaragdgrün . . . dunkelster Ton.
3. Colombinroth . . . . . mittlerer Ton.

Die der kleinern Diagonale der Basis zugehörende Farbe ist selbst eine sogenannte dichromatische. Sie enthält zwei Farbenmaxima; an dünnern Krystallen ist sie grün mit einer Beimischung von Violett, an dickern Krystallen bleibt das röthliche Violett oder Colombinroth allein übrig. Bei Kerzenlicht erscheint die Farbe 1 mehr röthlich, 3 blaßroth, 2 ist unverändert das schönste Grün.

Nach Soret bilden die optischen Achsen des Chrysoberylls einen Winkel von $27^0\,51'$; die Mittellinie verbindet die Kanten des Prismas von $119^0\,46'$. Der Mittellinie kommt der dunkelste, der Supplementarlinie der mittlere, der Normale der hellste Farbenton zu.

§. 259. Anwendung.

Die reinen Chrysoberylle von schöner grüner Farbe werden als Schmucksteine sehr geschätzt und wie Diamanten geschliffen. Diejenigen, welche den blaulichweißen Lichtschein von sich geben, schleift man en cabochon. Erstere führen im Handel bisweilen den Namen orientalischer Chrysolith (Chrysolithe orientale; oriental Chrysolite), letztere heißen schillernder oder opalisirender Chrysolith (Chrysolithe chatoyante ou opalisante; opalescent Chrysolite). Je milchiger oder trüber der Chrysoberyll ist, desto mehr hat er die Eigenschaft, besonders nach gewissen Richtungen geschnitten, zu chatoyren, d. h. an der gewölbten Oberfläche einen Schimmer zu zeigen, wie man ihn an den Augen der Katzen bemerkt. Dieser Schimmer ist vorzüglich [illegible] nen, die convex und länglich geschnitten sind, ein silberweiß, oder lichen Steinen ein bläulich schimmernder Faden, der beim Beweger

Säuren verhält er sich auf gleiche Weise wie Spinell, nur in weit schwächerm Grade.

Vorkommen.

Europa. Deutschland. Sachsen; Sebnitz und Hinterhermsdorf im aufgeschwemmten Lande, von Hyacinth begleitet. Baiern: Bodenmais, in Gneis mit Bleiglanz und Leberkies. Böhmen: Zlerwiese, abgerundete, mit zerbrochene, zum Theil keilförmige Krystalle und Geschiebe oft bis zu 10 Karat schwer und darüber mit Sapphir-, Zirkon- und häufigen Zirein-Geschieben in einer aus Quarzsand, Gneis- und andern Geröllen bestehenden Diluvialablagerung; unterscheidet sich merklich von allen übrigen Fundorten durch größere Härte, Sprödigkeit, vollkommenen muscheligen Bruch und starken Glasglanz, weshalb er sich auch besonders zum Schleifen eignet; das Pulver erscheint schwarzbraun und nach dem Glühen violett; weniger ausgezeichnet ist das Vorkommen bei Meronitz, sammtschwarze, abgerundete und sehr glatte glänzende Körner, sehr selten abgerollte Octaeder, weit seltener als an früherm Fundorte, Triblitz, Podsedlitz und Plaschkowitz häufig in Körnern und abgerundeten Krystallen im Pyropensande. Mähren: Budischau, $^1/_2$ Linien hohe Krystalle, Octaeder oder Rhombendodekaeder in aus Orthoklas und Quarz bestehendem Granit (Halbgranit); Wipenitz, im Kalkstein Nieren von der Größe eines Straußeneies ganz aus Pleonast und Chondrodit bestehend, mit einer Talkmasse als Bindemittel; Lukau, $^1/_2$—1 Linien hohe Octaeder in Granit, stets an den Begrenzungen von Glimmerausscheidungen. Tirol: Fassa, im Monzonigebiet zuoberst des Toal dei Rizzoni, kleine Krystalle, meist Octaeder auch derbe Partien mit blaulichweißem körnigen Calcit, eingewachsen in einem Gemenge von Calcit und Batrachit. Einzelne Krystalle schließen zuweilen ein unvollkommen ausgebildetes Individuum von Calcit ein, dessen Volumen oft die Hälfte jenes des Pleonast Krystalls betragen kann. Im Toal de la Foja sehr schöne bis $^1/_2$ Zoll große Krystale mit Calcit, Fassait- und Brandisit-Krystallen auf einem aus beiden letztern gemengten in Syenitgängen vorkommenden Gesteine; ferner aus krystallisirtem und derben Fassait oder in Drusenräumen des letztern; Pseudomorphosen in Steatit, begleitet von Calcit und Serpentin, seltener von Vesuvian, auf Fassait; gangförmig im Syenit.

Ungarn: Hradisch, Octaeder bis $^1/_2$ Zoll hoch, meist kleiner, in Begleitung von Fassait Krystallen auf Klüften und in Drusenräumen eines Gesteins von derbem Fassait und Syenit, zum Theil sind die Krystalle in Steatit umgeändert; Vesuvbeere in vollkommenen Octaedern auf Klüften eines weißen Hornstein Porphyrs.

Italien. Vesuv. Monte-Somma, in Drusenräumen in schönen Krystallen mit Hornblende, grünlichschwarzem Glimmer, Meionit, glasigem Feldspath, Davin und Nephelin. Die sehr deutlichen Krystalle erscheinen rahen

schwarz, geben aber dennoch ein hellgrünes Pulver. In den vulkanischen Gesteinen Latiums. Venedig, in der Umgegend von S.-Pietro di Lugo ist eine bis Marostica reichende diluviale Sandmasse abgelagert, welche Körnchen von Pleonast, nebst Hyacinth und Titaneisen enthält.

Frankreich: Département de l'Hérault: Umgegend von Montpellier; am Fuße des basaltischen Hügels Montferrier, in einem breccienartigen Gestein mit Hornblende; am rechten Ufer des Lez, in einer Sandsteinschicht und bei Valbamargues.

Rußland: Ural. Seifenwerk Barsowskoi unfern Mursinsk, in Körnern, in Blöcken kornigen Barsowits; zu Pargas und Lojo in Finnland mit Chondrodit.

Norwegen: In der Eisgrube, einer der Nickelgruben bei Arendal. Er kommt hier krystallisirt in Octaedern mit Combinationsflächen des Rhombendodekaëders in Kalkspath eingewachsen vor, begleitet von lauchgrünem, krystallisirten Augit; kleine, schwarze Krystalle mit Chondrodit bei Christiansand.

Asien. Insel Ceylon, Gegend von Candy und an andern Orten mit dem reinen Spinell im Sande der Flüsse; angeblich auch in der Gegend von Nalanda in Dolomit.

Amerika. An allen den bei den beiden vorigen Varietäten genannten Localen, häufig in ausgezeichneten Krystallen von ungewöhnlicher Größe, von 10 — 16 Zoll im Durchmesser, in körnigem Kalk begleitet von Hornblende, Graphit und Chondrodit. Zu Amity (Neuyork) wurde ein Krystall von 40 Pfd. Schwere gefunden, in dessen Höhlungen sich zahlreiche Krystalle von Korund zeigten.

D. Chlorospinell.

§. 266. Findet sich nur krystallisirt. Die Krystalle sind Octaëder, die gewöhnlich einfach, zuweilen aber zu Zwillings- und selbst Drillingskrystallen verbunden sind und in der Regel nur eine Größe von 1 — 2, selten bis 3 Linien haben. Sie sind gewöhnlich in den Talkschiefer eingewachsen, doch auch in kleinen Höhlungen desselben aufgewachsen. Grasgrün, an den Kanten durchscheinend, glasglänzend besonders im Bruch; Strich gelblichweiß; von der Härte des Topases; spec. Gewicht 3,591 — 3,594. Vor dem Löthrohre unschmelzbar; erhitzt wird die Farbe bräunlichgrün, doch stellt sich die ursprüngliche beim Erkalten wieder her. In Phosphorsalz und Borax löst er sich in Stücken schwer, in Pulverform ziemlich leicht zu einem durchsichtigen grünen Glase auf, das beim Erkalten farblos wird; mit Soda schmilzt er zu einer graulichen Masse zusammen. Hinsichtlich seiner chemischen Zusammensetzung ist zu bemerken, daß ein großer Theil der Thonerde durch Eisenoxyd vertreten wird, während die Magnesia ganz rein auftritt, mit Ausnahme einer

Säuren verhält er sich auf gleiche Weise wie Spinell, nur in weit schwächerm Grade.

Vorkommen.

Europa. Deutschland. Sachsen; Sebnitz und Hinterhermsdorf im aufgeschwemmten Lande, von Hyacinth begleitet. Baiern: Bodenmais, in Gneis mit Bleiglanz und Leberkies. Böhmen: Iserwiese, abgerundete, meist zerbrochene, zum Theil keilförmige Krystalle und Geschiebe oft bis zu 10 Karat schwer und darüber mit Sapphir-, Zirkon- und häufigen Iserin-Geschieben in einer aus Quarzsand, Gneis- und andern Geröllen bestehenden Diluvialablagerung; unterscheidet sich merklich von allen übrigen Fundorten durch größere Härte, Sprödigkeit, vollkommenen muscheligen Bruch und starken Glasglanz, weshalb er sich auch besonders zum Schleifen eignet; das Pulver erscheint schwarzbraun und nach dem Glühen violett; weniger ausgezeichnet ist das Vorkommen bei Meronitz, sammtschwarze, abgerundete und sehr glatte glänzende Körner, sehr selten abgerollte Octaëder, weit seltener als an frühern Fundorte; Triblitz, Podsedlitz und Dlaschkowitz häufig in Körnern und abgerundeten Krystallen im Pyropensande. Mähren: Budischau, $^1/_2$ Linien hohe Krystalle, Octaëder oder Rhombendodekaëder in aus Orthoklas und Quarz bestehendem Granit (Halbgranit); Witzenitz, im Kalkstein Nieren von der Größe eines Straußeneies ganz aus Pleonast und Chondrodit bestehend, mit einer Opalmasse als Bindemittel; Lukau, $^1/_2$ — 1 Linien hohe Octaëder in Granit, stets an den Begrenzungen von Glimmerausscheidungen. Tirol: Fassa, im Monzonigebiet zuoberst des Toal dei Rizzoni, kleine Krystalle, meist Octaëder, auch derbe Partien mit blaulichweißem körnigen Calcit, eingewachsen in einem Gemenge von Calcit und Batrachit. Einzelne Krystalle schließen zuweilen ein unvollkommen ausgebildetes Individuum von Calcit ein, dessen Volumen selbst die Hälfte jenes des Pleonast-Krystalls betragen kann. Im Toal de la Foja sehr schöne bis $^1/_2$ Zoll große Krystalle mit Calcit-, Fassait- und Brandisit-Krystallen auf einem aus beiden letztern gemengten in Syenitgängen vorkommenden Gesteine; ferner aus krystallisirtem und derben Fassait oder in Drusenräumen des letztern; Pseudomorphosen in Steatit, begleitet von Calcit und Serpentin, seltener von Vesuvian, auf Fassait; gangförmig im Syenit.

Ungarn: Hrodisch, Octaëder bis $^1/_2$ Zoll hoch, meist kleiner, in Begleitung von Fassait-Krystallen auf Klüften und in Drusenräumen eines Lagers von derbem Fassait und Syenit, zum Theil sind die Krystalle in Steatit umgeändert; Legyesbenye in vollkommenen Octaëdern auf Klüften eines weißen Hornstein-Porphyrs.

Italien: Vesuv. Monte-Somma, in Drusenräumen in schönen Krystallen mit Hornblende, grünlichschwarzem Glimmer, Meionit, glasigem Feldspath, Olivin und Nephelin. Die sehr deutlichen Krystalle erscheinen raben-

schwarz, geben aber dennoch ein hellgrünes Pulver. In den vulkanischen Gesteinen Latiums. Venedig, in der Umgegend von S.-Pietro di Lugo ist eine bis Marostica reichende diluviale Sandmasse abgelagert, welche Körnchen von Pleonast, nebst Hyacinth und Titaneisen enthält.

Frankreich: Département de l'Hérault: Umgegend von Montpelier, am Fuße des basaltischen Hügels Montferrier, in einem breccienartigen Gestein mit Hornblende; am rechten Ufer des Lez, in einer Sandsteinschicht und bei Valbamargues.

Rußland: Ural. Seifenwerk Barsowskoi unfern Mjedschinsk, in körnern, in Blocken kornigen Barsowits; zu Pargas und Lojo in Finnland mit Chondrodit.

Norwegen: In der Stahlgrube, einer der Nickelgruben bei Arendal. Er kommt hier krystallisirt in Octaedern mit Combinationsflächen des Rhomben dodekaeders in Kalkspath eingewachsen vor, begleitet von lauchgrünem, krystallisirten Augit; kleine, schwarze Krystalle mit Chondrodit bei Christiansand.

Asien. Insel Ceylon, Gegend von Candy und an andern Orten mit dem rothen Spinell im Sande der Flüsse; angeblich auch in der Gegend von Nalon di in Dolomit.

Amerika. An allen den bei den beiden vorigen Varietäten genannten Fundorten, häufig in ausgezeichneten Krystallen von ungewöhnlicher Größe, von 10 — 16 Zoll im Durchmesser, in kornigem Kalk begleitet von Hornblende, Pargasit und Chondrodit. Zu Amity (Neuyork) wurde ein Krystall von 10 Pfd. Schwere gefunden, in dessen Höhlungen sich zahlreiche Krystalle von Korund zeigten.

D. Chlorospinell.

§. 266. Findet sich nur krystallisirt. Die Krystalle sind Octaeder, die gewöhnlich einfach, zuweilen aber zu Zwillings- und selbst Drillingskrystallen verbunden sind und in der Regel nur eine Größe von 1 — 2, selten bis 3 Linien haben. Sie sind gewöhnlich in den Talkschiefer eingewachsen, doch auch in kleinen Höhlungen desselben aufgewachsen. Grasgrün, an den Kanten durchscheinend, glasglänzend besonders im Bruch; Strich gelblichweiß; von der Härte des Topases; spec. Gewicht. 3,591 - 3,594. Vor dem Lothrohre unschmelzbar; erhält wird die Farbe braunlichgrun, doch stellt sich die ursprüngliche beim Erkalten wieder her. In Phosphorsalz und Borax löst er sich in Stücken schwer, in Pulverform ziemlich leicht zu einem durchsichtigen braunen Glase auf, das beim Erkalten farblos wird; mit Soda schmilzt er zu einer grünlichen Masse zusammen. Hinsichtlich seiner chemischen Zusammensetzung ist zu bemerken, daß ein großer Theil der Thonerde durch Eisenoxyd ersetzt wird, während die Magnesia ganz rein auftritt, mit Ausnahme einer

Säuren verhält er sich auf gleiche Weise wie Spinell, nur in weit schwächerm Grade.

Vorkommen.

Europa. Deutschland. Sachsen; Sebnitz und Hinterhermsdorf in aufgeschwemmten Lande, von Hyacinth begleitet. Baiern: Bodenmais, in Gneis mit Bleiglanz und Leberkies. Böhmen: Iserwiese, abgerundete, meist zerbrochene, zum Theil keilförmige Krystalle und Geschiebe oft bis zu 10 Karat schwer und darüber mit Sapphir-, Zirkon- und häufigen Iserin-Geschieben in einer aus Quarzsand, Gneis- und andern Geröllen bestehenden Diluvialablagerung; unterscheidet sich merklich von allen übrigen Fundorten durch größere Härte, Sprödigkeit, vollkommenen muscheligen Bruch und starken Glasglanz, weshalb er sich auch besonders zum Schleifen eignet; das Pulver erscheint schwarzbraun und nach dem Glühen violett; weniger ausgezeichnet ist das Vorkommen bei Meronitz, sammtschwarze, abgerundete und sehr glatte glänzende Körner, sehr selten abgerollte Octaëder, weit seltener als an frühern Fundorte, Triblitz, Podsedlitz und Tlaschkowitz häufig in Körnern und abgerundeten Krystallen im Pyropensande. Mähren: Budischau, $^1/_2$ Linien hohe Krystalle Octaëder oder Rhombendodekaëder in aus Orthoklas und Quarz bestehendem Granit (Halbgranit); Witzenitz, im Kalkstein Nieren von der Größe eines Straußeneies ganz aus Pleonast und Chondrodit bestehend, mit einer Topasmasse als Bindemittel; Lukau, $^1/_2$ — 1 Linien hohe Octaëder in Granit stets an den Berührungen von Glimmerausscheidungen. Tirol: Fassa, in

ten der Octaeder hervortritt, und zeigt häufig einen milchartigen Lichtschimmer, der seinen Werth vermindert, daher er weniger geschätzt ist als der vorhergehende. Die Balais-Rubine sind so verschieden im Preise, daß ein rosenrother ins Essigrothe spielender Stein dieser Art, wenn er als Brillant geschliffen und rein und glänzend ist, bei einer Ausdehnung von 10 Millimeter im Quadrat bis 300 Fr. kostet, während ein ähnlicher Stein von blaßrosenrother Farbe nur mit 20 Fr. bezahlt wird. Schon Marco Polo sammelte auf seiner Reise zum Großkhan am Ende des 13. Jahrhunderts dieselben in der Provinz Balascia am obern Oxus, wo sie in der Erde gesucht wurden. Freilich mögen dabei auch Rubine gewesen sein.

3. Almandin-Spinell (Almandine; Almandine-Ruby). Cochenillroth, ins Blaue und Violette stechend, violblau und röthlichbraun; unterscheidet sich vom Granat, der ebenfalls Almandin genannt wird, durch lichtere Farbe, stärkern Glanz und größere Härte.

4. Rubicell (Rubicelle). Hyacinthroth, gelblichroth, orangegelb, verlauft sich nicht selten ins ganz Strohgelbe, obwol er eine schöne Politur annimmt ist er doch nur wenig gesucht.

5. Goutte de sang wird der schön cochenille oder blutrothe Spinell genannt.

6. Essig-Spinell (Spinell vinaigre). Der Name dieses Steins hat seinen Grund in der röthlichen, der Essigfarbe gleichenden Farbe. Er ist von geringem Werth und kommt namentlich aus Brasilien zu uns.

Der Werth des Spinells hängt im allgemeinen von der Lebhaftigkeit und Reinheit der Farben, von der Fehlerlosigkeit, vom starken Glanz und der Größe desselben ab. Wenn sein Gewicht bei vorstehenden Erfordernissen 4 Karat übersteigt, so wird er in der Regel mit der Hälfte des Preises eines gleich schweren und reinen Diamanten bezahlt. Am höchsten steht der Rubin Spinell und der Rubin Balais im Werth, sodaß Steine von 24 — 30 Gran 250 — 280 Thlr. kosten. Solche Steine werden auch oft für eigentliche Rubine (Sapphire) verkauft. Die andern Arten stehen in geringerm Ansehen.

In dem Inventarium des französischen Kronschatzes vom Jahre 1791 werden folgende Preise von Spinellen aufgeführt:

1	Rubin-Spinell	von $56\frac{12}{16}$	Karat	=	50000 Fr.
1	»	» $3\frac{14}{16}$	»	=	300 »
1	»	» $3\frac{12}{16}$	»	=	300 »
1	Rubin-Balais	» $20\frac{6}{16}$	»	=	10000 »
1	»	» $12\frac{6}{16}$	»		3000
1	»	» $8\frac{1}{16}$	»		800 »
1	»	» 8	»	=	600 »
1	»	» 12	»	=	800 »

ganz kleinen Quantität Kupferoxyd (0,27 — 0,62 Proc.). Zum Schleifen wird er nicht verwendet. Der Chlorospinell wurde 1833 von Barbot de Marni zu Slatouſt im Ural entdeckt.

§. 267. Anwendung des Spinells.

Der Spinell iſt in Anſehung ſeines Glanzes, ſeiner Farbe und Härte ein ſehr beliebter Edelſtein, der im Bijouteriegeſchäft zu den verſchiedenſten Gegenſtänden des Luxus die vielfältigſte Berückſichtigung, namentlich zu Ring- und Nadelſteinen u. ſ. w. erfährt; auch gravirt man in ihn. Von antiken Intaglien ſind uns zwei in Rubin-Spinell erhalten, die eine im Muſeum Odescalchi zu Rom, eine ſtehende Ceres mit der Aehre in der Hand darſtellend, die andere in der Sammlung des Herzogs von Orleans zu Paris mit dem Kopfe eines griechiſchen Philoſophen. Man ſchleift den Spinell auf einer eiſernen oder meſſingenen Scheibe mit Diamantpulver oder Schmirgel und gibt ihm auf derſelben oder auf einer kupfernen die Politur. Er bekommt die nämlichen Formen wie der Diamant und gewöhnlich legt man ihm eine Folie von Gold- oder Kupferblättchen unter und umgibt ihn mit einer Reihe kleiner Diamanten. Der Schnitt, welcher am beſten für ihn paßt, iſt der, daß er oben brillantirt und unten treppenförmig geſchliffen wird, wobei die Culaſſe hoch und die Tafel mittelmäßig ſein muß, überhaupt hat der Steinſchneider darauf zu ſehen, daß die Dimenſionen des Steins nicht zu groß werden. Durch vorſichtiges Ausglühen ſoll ſeine natürliche Farbe [redacted]

ten der Octaëder hervortritt, und zeigt häufig einen milchartigen Lichtschimmer, der seinen Werth vermindert, daher er weniger geschätzt ist als der vorhergehende. Die Balais-Rubine sind so verschieden im Preise, daß ein rosenrother ins Essigrothe spielender Stein dieser Art, wenn er als Brillant geschliffen und rein und glänzend ist, bei einer Ausdehnung von 10 Millimeter im Quadrat bis 300 Fr. kostet, während ein ähnlicher Stein von blaßrosenrother Farbe nur mit 20 Fr. bezahlt wird. Schon Marco Polo sammelte auf seiner Reise zum Großkhan am Ende des 13. Jahrhunderts dieselben in der Provinz Balascia am obern Oxus, wo sie in der Erde gesucht wurden. Freilich mögen dabei auch Rubine gewesen sein.

3. Almandin-Spinell (Almandine; Almandine-Ruby). Cochenillroth, ins Blaue und Violette stechend, violblau und röthlichbraun; unterscheidet sich vom Granat, der ebenfalls Almandin genannt wird, durch lichtere Farbe, stärkern Glanz und größere Härte.

4. Rubicell (Rubicelle). Hyacinthroth, gelblichroth, orangegelb, verläuft sich nicht selten ins ganz Strohgelbe, obwol er eine schöne Politur annimmt ist er doch nur wenig gesucht.

5. Goutte de sang wird der schön cochenille- oder blutrothe Spinell genannt.

6. Essig-Spinell (Spinell vinaigre). Der Name dieses Steins hat seinen Grund in der röthlichen, der Essigfarbe gleichenden Farbe. Er ist von geringem Werth und kommt namentlich aus Brasilien zu uns.

Der Werth des Spinells hängt im allgemeinen von der Lebhaftigkeit und Reinheit der Farben, von der Fehlerlosigkeit, vom starken Glanz und der Größe desselben ab. Wenn sein Gewicht bei vorstehenden Erfordernissen 4 Karat übersteigt, so wird er in der Regel mit der Hälfte des Preises eines gleich schweren und reinen Diamanten bezahlt. Am höchsten steht der Rubin-Spinell und der Rubin-Balais im Werth, sodaß Steine von 24—30 Gran 250—280 Thlr. kosten. Solche Steine werden auch oft für eigentliche Rubine (Sapphire) verkauft. Die andern Arten stehen in geringerm Ansehen.

In dem Inventarium des französischen Kronschatzes vom Jahre 1791 werden folgende Preise von Spinellen aufgeführt:

1 Rubin-Spinell von	$56\,^{12}/_{16}$	Karat	=	50000 Fr.
1 » »	$3\,^{14}/_{16}$	»	=	300 »
1 » »	$3\,^{12}/_{16}$	»	=	300 »
1 [illegible]	$20\,^{6}/_{16}$	»	=	10000 »
		»	=	3000 »
		»	=	800 »
		»	=	600 »
			=	800 »

1	Rubin-Balais	von	$4^{2}/_{16}$	Karat	=	60 Fr.
1	»	»	$3^{5}/_{16}$	»	=	50 »
1	»	»	$3^{6}/_{16}$	»	=	72 »
1	»	»	$4^{1}/_{16}$	»	=	150 »
1	»	»	$5^{4}/_{16}$	»	=	400 »
1	»	»	$4^{8}/_{16}$	»	=	200 »
1	»	»	$5^{9}/_{16}$	»	=	200 »
1	»	»	$5^{2}/_{16}$	»	=	200 »
1	»	»	$3^{10}/_{16}$	»	=	50 »
44	»	»	26	»	=	1032 »

Was die Unterscheidung von andern Edelsteinen anbelangt, so ist z. B. der Zirkon schwerer und weniger hart und zeigt überdies starke doppelte Strahlenbrechung. Geglühter Topas unterscheidet sich durch sein elektrisches Fluidum sowie dadurch, daß seine Farbe mehr ins Pfirsichblüt- als ins Rosenrothe zieht, gebrannte Amethyste sind leichter und weicher; auch gefärbte Glasflüsse schiebt man oft unter, namentlich Krystall durch Goldpurpur gefärbt. Bei Verfälschungen entscheidet jederzeit die Probe seiner Härte am leichtesten. Kommt der Spinell in farblosen Octaëdern vor, so kann er leicht mit Diamanten verwechselt werden, zumal er das Gewicht und die einfache Strahlenbrechung desselben hat; es fehlt ihm aber der starke Glanz.

gewöhnlich zur quadratischen Säule abgeändert ist, an der die Flächen der Grundform als Zuspitzung übrig geblieben sind. Fig. 165 u. 166. Die Krystalle sind meist klein, säulenförmig oder pyramidal, einzeln ein- und aufgewachsen. Auch kommt der Zirkon in stumpfkantigen und abgerundeten Körnern vor.

§. 270. Physikalische Eigenschaften.

Die Spaltbarkeit ist unvollkommen parallel den Seitenflächen der quadratischen Säule und noch unvollkommener parallel den Flächen der Grundform. Der Bruch ist muschelig bis uneben. Das specifische Gewicht = 4,4 — 4,7. nach Svanberg 4,072—4,681. Die Härte = 7,5. Er ist spröde; glasglänzend bis diamantglänzend und durchsichtig in allen Graden; das Licht bricht er im hohen Grade doppelt. Vorherrschend trübe Farben, meist braungelb und hyacinthroth, aber auch farblos, selten weiß und violett, häufiger ins Grüne, Graue, Braune und Rothe ziehend. Merkwürdig ist sein Farbenwechsel, wenn man manche Varietäten dem Lichte aussetzt oder erhitzt. So erzählt F. Sandberger, daß wenn man die kleinen Druſenräume, in denen die Krystalle vom Laacherſee sitzen, frisch aufschlägt, so erscheinen die Zirkone blaß rosenroth; setzt man die abgeschlagenen Stückchen wieder fest auf, so bleibt die Farbe, im Gegentheil verschwindet sie, wenn man dieselben längere Zeit, z. B. einen halben Tag, der Einwirkung des Lichts aussetzt; die Krystalle werden dann weiß.

G. F. Richter [1]) las bei Sonnenschein aus einem in dunkler Schachtel an einem dunkeln Orte aufbewahrten Hyacinthsande die Körner von lebhaftester Farbe aus. Schon am andern Tage war die Farbe der ausgelesenen Körner, die er am freien Lichte hatte stehen lassen, in bräunliches Roth umgeändert, welches sich nach längerer Zeit fast dem Braun mehrerer Abarten vom Zirkon aus Norwegen näherte, und der Diamantglanz wurde glasartig. Machte er Furchen in den Haufen, so kamen wieder lebhaft gefärbte und stärker glänzende Körner zum Vorschein, da, wo durch die Furche der Hyacinthsand aufgewühlt war. Aber auch diese verloren diese Eigenthümlichkeit sehr bald. Um zu versuchen, ob die Körner, welche den Glanz bereits verloren hatten, durch längeres Stehen im Dunkeln denselben wiedererhielten, ließ er eine Schachtel mit Körnern, die ihren Glanz bereits verloren hatten, 14 Tage im Dunkeln unter schwarzem Papiere stehen und fand dann durch Vergleichung, daß das Roth derselben und der Diamantglanz wirklich lebhafter geworden

---

weil sie sich leicht farblos brennen und h… werden. Nach andern ist der Name ceyl…

1) Poggend. Annalen, LXV, 300.

stets mit glänzender Oberfläche, im Pyropensande. Mähren: Am Zdjarberge bei Böhmisch-Eisenberg, sehr kleine Krystalle, grünlichbraun oder bräunlichschwarz, in Malakolith, Feldspath oder einem quarzreichen Feldspathgestein eingewachsen; Straschkau, in Krystallen und derb, hyacinthroth, schwärzlichbraun und pechschwarz, eingewachsen in Feldspath und Skapolith; bei Klein-Niemtschütz, Karthaus und an andern Orten in Spuren im Syenit; Budischau, sehr kleine dunkelbraune Krystalle in Granit; Witzenitz, haarbraune Krystalle in krystallisirtem Kalkstein; mit Skapolith in Feldspath; Wallamühle bei Röschütz, derb, dunkelbräunlichgrün, in Feldspath und Skapolith eingewachsen. Tirol: In Pfitsch, Wildkreuzjoch an den rothen Wänden, 3—4 Linien hohe pyramidale und säulenförmige wasserhelle Krystalle, einzeln aufgewachsen, G = 4,75, ein ausgezeichnetes Vorkommen, begleitet von Krystallen von Titanit, Diopsid, Granat, Vesuvian und Calcit, seltener mit Ripidolith, auf derbem braunen Granat, auf Gängen und Klüften im Chloritschiefer; im Zoisit aus Passeyr wurde von Haidinger ein sehr klarer Zirkonkrystall beobachtet. Kärnten: Ober dem Kupplerbrunn auf der Saualpe schöne Krystalle mit Albit und Amphibol eingewachsen in Zoisitfels (Zoisit, Quarz und Orthoklas), der dem Eklogit stockförmig eingelagert ist, begleitet von Epidot, Feldspath, Rutil, Glimmer und Eisenkies. Siebenbürgen: am Aranyos bei Muszka, ferner bei Kelling und Olahpian, sehr kleine Krystalle mit Gold nicht häufig in den Goldwäschen.

Italien: Lombardei, im goldführenden Sande des Ticino findet man Hyacinthkörner bei Bernate, Boffalora und an andern Orten mit Körnern von Iserin, Granat u. s. w.; Brendola unfern Vicenza mit Sapphirkrystallen in Mandelstein; Leonedo, Körnchen mit solchen von Korund, in Sand aus vulkanischem Gestein gebildet; in den Euganeen im Pechstein; Neapel, am Vesuv kleine violblaue Krystalle, am Monte-Somma in Auswürflingen mit Idokras, Granat, Sodalith und Topas.

Schweiz: Selten auf Vesuvian in wasserhellen Krystallen am Findelgletscher bei Zermatt in Wallis.

Frankreich: In dem Sande der Flüsse bei Barr und Andlau in den Vogesen, sowie im Sande der Mosel aus der Gegend von Metz, kleine, farblose, auch röthlich gefärbte Krystalle, auch eingesprengt in den Graniten und Syeniten der Vogesen; Département de la Haute-Loire: Expailly, Krystalle der Kernform mit Magneteisen in poröser basaltischer Lava; Croustet, in Basalt und in vulkanischem Tuff; Département du Puy-de-Dôme: Perrier, in kleinen Fragmenten in Sand mit Topas und Beryll; im tertiären Sande von Soret bei Montpellier, wahrscheinlich aus dem vulkanischen Gebilde von Montferrier auf dem entgegengesetzten Lezufer stammend.

liert aber auch die Farbe, daher Jargon de Ceylon oder Cerkonier, weil solche gern Diamanten untergeschoben werden.

B. Gemeiner Zirkon oder Zirkonit.

Herrschend die erste quadratische Säule; meist trübe, braune und graue Farben; feuerroth (ceylonischer Zirkon), gelblichbraun, oliven-, lauch-, berggrün, gelblich-, graulich- und röthlichweiß, selten ins Pflaumenblaue; aus dem Glasglanz in Diamantglanz übergehend, meist durchscheinend, nur bei hellern Farben zuweilen höhere Grade der Durchsichtigkeit.

§. 273. Vorkommen.

Die Zahl der bekannten Fundorte dieses Minerals hat sich in neuerer Zeit ungemein vermehrt; man vermag deren ungefähr 120 nachzuweisen. Bei den primitiven Lokalitäten, wo der Zirkon noch auf seiner ursprünglichen Lagerstätte, findet sich, daß über neun Zehntel derselben vulkanischen oder plutonischen Gesteinen angehören. Man trifft den Zirkon in Auswürflingen noch thätiger oder erloschener Vulkane, in porösen und dichten Basalten, im Pechstein, Syenit und Granit. Auffallend ist, daß in gewissen Kategorien von Eruptivgesteinen, im eigentlichen Mandelstein, Melaphyr, Phonolith und Trachyt bisher sich kein Zirkon gefunden hat. Die Fundorte, wo der Zirkon nicht in eruptiven Gesteinen erscheint, wie die Insel Harris, das Pfitschthal in Tirol, Easton in Pennsylvanien und Hammond in Neuyork sind nur selten.

Europa. Deutschland. Sachsen: Gegend von Meißen, im Plauenschen Grunde, in kleinen Krystallen zerstreut und nur selten im Syenit; Gegend von Hohenstein und zu Hinterhermsdorf bei Sebnitz, in Körnern und Krystallen im aufgeschwemmten Lande und eingewachsen im Basalt des Heulenbergs bei Hinterhermsdorf. Preußen: Siebengebirge: Poppelsberg und Jungfernberg (Hyacinth) in dichtem Basalt; Falkenberg, Gierswiese bei Honnef und Unkeler Steinbruch bei Oberwinter, Krystalle in Basalt; Wintermühlendorf, in bolartig aufgelöstem Basalt; Niedermendig, in poröser Mühlsteinlava; Laacherſee, in kleinen weißlichen und rosenrothen Krystallen in vulkanischen Bomben, aus glasigem Feldspath bestehend und von Hornblende, Nephelin und Bucklandit begleitet; kleine Hyacinthe im Flußsand der Diemel in den niederrheinischen Provinzen. Böhmen: Auf der Iserwiese sehr kleine Hyacinthgeschiebe, selten, mit Pleonast, Sapphir und Iserin in einer diluvialen Sandablagerung; Meronitz, in Krystallfragmenten und sehr glatten Körnern den Pyrop begleitend in einem thonig-kalkigen Conglomerat, schwach durchscheinend oder fast undurchsichtig, gelbbraun, auch durchsichtig und gelblich oder graulichgelb.
und Podsedlitz, abgerundete Krystalle und Geschiebe, hyacinthroth
gelb oder gelbbraun, selten graulich, gelblich oder farblos, meist

Afrika. Assuan (Siena) in Syenit; Westküste, Insel St. Le.. im Schuttlande und im Sande der Flüsse, mit abgerundeten Krystallen und Körnern von Chrysolith, Topas, Quarz und Magneteisen.

Asien. Insel *Ceylon. Der reichste Fundort der Welt, doch nur auf *Matura und *Saffragam beschränkt, daher diese edeln Steine noch unter dem Namen der Matura-Diamanten (auch Gargun) im Handel bekannt sind. Außer den zwei Varietäten, Zirkon und Hyacinth, fand Davy noch eine dritte Species auf von dunkler Farbe. Die Einwohner sind in der Kenntniß dieser Steine sehr unwissend; die gelben Varietäten verkaufen sie als Topase, die grünen als Turmaline, die rothen Hyacinthe als gemeinen Rubin, die hellgrauen als unvollkommene Diamanten. Alle diese Varietäten kommen dort im Flußsande vor. J. Davy fand den Zirkon nur von Belligam-Insel, westlich bei Matura, westwärts bis Punto-Galle, wo er so derb in Massen eingesprengt vorkommt, daß man das dortige Gestein wol Zirkonfels nennen konnte. Er ist schwer, meist grün oder braun von Farbe, durch seinen Harzglanz auf dem Bruch charakterisirt. — *Hindostan, Madras, besonders Gegend von Elore, lose im Sande. — Hinterindien: Pegu, im Schuttland und im Sande der Flüsse.

§. 274. Anwendung des Zirkons.

Der Hyacinth und Zirkon waren den Alten schon bekannt; sie ordneten ihn jedoch der Gattung Carbunculus unter. Der Hyacinthos des Plinius aber („Hist. nat.", 37, 41) war jedenfalls ein amethystfarbiger Stein. Früher wurde der Zirkon überhaupt bei weitem höher geschätzt als jetzt, wo man die dunkeln meist nur noch als Trauerschmuck trägt. Doch kostet immer noch ein fehlerfreier, schön geschliffener Hyacinth von 1 Karat Schwere 20—24 Thlr., während das Karat sehr kleiner Steine höchstens einen Werth von 4—6 Thlrn. hat. Ein Zirkon von 7 Linien Länge und 6 Linien Breite wurde bei der de Tecé'schen Auction in Paris mit 242 Fr. verkauft. Ein sehr schöner achteckiger, olivengrüner Zirkon von 12 Millimeter im Quadrat kostet etwa 100 Fr., ist er aber nicht ganz rein und von einer andern Farbe, so wird er kaum mit 20—30 Fr. bezahlt. Ein olivengrüner Zirkon von $5\frac{1}{2}$ Linien Länge und $4\frac{1}{2}$ Linien Breite wurde in Paris nicht höher als um 87 Fr. verkauft.

Um ihn zum Schmucke, namentlich zu Ring- und Nadelsteinen und Ohrgehängen herzustellen, schleift man ihn auf einer kupfernen Scheibe mit Diamantpulver oder Schmirgel und gibt ihm auf einer zinnernen mit Tripel die Politur. Man gibt ihm gewöhnlich die Form der Rosetten, der Tafel- oder Dicksteine, doch wird der Hyacinth zuweilen auch als Brillant geschnitten. Beim Fassen erhält er eine seiner Farbe entsprechende Goldfolie, oder man setzt ihn in einen schwarzen Kasten; vollkommene Hyacinthe spielen jedoch,

selbst bei mäßiger Dicke, so schön aus der Tiefe, daß sie keiner Folie bedürfen. Durch Glühen in einem mit Kalk gefüllten Tiegel wird dem Zirkon zuweilen fast gänzlich seine Farbe genommen, sodaß er das Ansehen eines blaß strohgelb gefärbten Diamanten erhält, und diesem, auf solche Art zugerichtet, untergeschoben. Früher gebrauchte man dergleichen gebrannte Hyacinthe namentlich zur Verzierung der Zifferblätter und Gehäuse der Taschenuhren; waren dieselben sehr klein als Rosetten geschnitten und gut gefaßt, so konnte man sie nur mit Mühe von Diamanten unterscheiden. Von antiken Gravirungen in Hyacinth besitzt das schönste Exemplar das Muséum de France in Paris. Der Stein, 54 Millimeter in der Länge und 34 in der Breite haltend, stellt Moses mit den Gesetztafeln in bewundernswürdiger Arbeit dar. Im Schatze Odescalchi befindet sich eine Intaglie mit der Kleopatra und eine andere mit dem rosengekrönten Hymen, und in der Sammlung des Vicomte Dunannon in England befindet sich eine von Sneyus gravirte, einen Athleten darstellend.

Verfälscht wird der Zirkon durch Glasflüsse, gebrannten Topas, Granat und Idokras, denen man jedoch nicht den Glanz, die Härte und das Gewicht geben kann.

Die trübfarbigen Varietäten gebraucht man zu Zapfenlagern für feine Wagen und für die Spindeln seiner Räder, auch zur Darstellung der Zirkonerde.

6. Topas.[1])

Pyrophysalith oder Pyrophysalith. Pyknit oder scherlartiger Beryll — prismatischer Topas, Pyknit. Franz. Topaze, Alumine fluatée siliceuse; engl. Topaz; ital. Topazio.

§. 275. Morphologische Eigenschaften.

Der Topas krystallisirt im rhombischen Systeme. Die Grundform ist eine rhombische Säule von 121° 19′, welche gewöhnlich mit den Flächen eines rhombischen Octaëders zugespitzt erscheint, auch sonst noch sehr mannichfaltig

---

1) Der Name stammt aus dem Alterthum, allein Plinius („Hist. nat.", 37, 32) versteht darunter einen grünen Edelstein, der auf einer von Nebel eingehüllten Insel Topazos im Rothen Meere gefunden werde und davon seinen Namen habe; topazin heiße in der Sprache jener Insulaner „suchen". Man hat nun gemeint, diese Edelsteine (suo virenti genere cum reperta est, praelatae omnibus) seien unser Chrysolith gewesen, während der Chrysolithus des Plinius („Hist. nat.", 37, 42: aureo fulgore translucentes ..... in collatione aurum albicare quadam argenti facie dicunt) unser heutiger Topas sei. Indeß verstand schon Dionysius Periegetes unter Topas einen goldglänzenden Stein, und auch Agricola („Nat. foss.", 623) sagt: „Auri autem fulgor topazion a cellaide pallidius virente separat" (die Hauptfarbe des Topases ist weingelb).

Afrika. Aſſuan (Siena) in Syenit; Weſtküſte, Inſel St.-Louis, im Schuttlande und im Sande der Flüſſe, mit abgerundeten Kryſtallen und Körnern von Chryſolith, Topas, Quarz und Magneteiſen.

Aſien. Inſel *Ceylon. Der reichſte Fundort der Welt, doch nur auf *Matura und *Saffragam beſchränkt, daher dieſe edeln Steine noch unter dem Namen der Matura-Diamanten (auch Gargun) im Handel bekannt ſind. Außer den zwei Varietäten, Zirkon und Hyacinth, fand Davy noch eine dritte Species auf von dunkler Farbe. Die Einwohner ſind in der Kenntniß dieſer Steine ſehr unwiſſend; die gelben Varietäten verkaufen ſie als Topaſe, die grünen als Turmaline, die rothen Hyacinthe als gemeinen Rubin, die hellgrauen als unvollkommene Diamanten. Alle dieſe Varietäten kommen dort im Flußſande vor. J. Davy fand den Zirkon nur von Belligam-Inſel, weſtlich bei Matura, weſtwärts bis Punto-Galle, wo er ſo derb in Maſſen eingeſprengt vorkommt, daß man das dortige Geſtein wol Zirkonfels nennen könnte. Er iſt ſchwer, meiſt grün oder braun von Farbe, durch ſeinen Harzglanz auf dem Bruch charakteriſirt. — *Hindoſtan, Madras, beſonders Gegend von Ellore, loſe im Sande. — Hinterindien: Pegu, im Schuttland und im Sande der Flüſſe.

§. 274. Anwendung des Zirkons.

Der Hyacinth und Zirkon waren den Alten ſchon bekannt; ſie ordneten ihn jedoch der Gattung Carbunculus unter. Der Hyacinthos des Plinius aber

ißt bei mäßiger Dicke, so schön aus der Tiefe, daß sie keiner Folie bedürfen. urch Glühen in einem mit Kalk gefüllten Tiegel wird dem Zirkon zuweilen it gänzlich seine Farbe genommen, sodaß er das Ansehen eines blaß strohelb gefärbten Diamanten erhält, und diesem, auf solche Art zugerichtet, unterschoben. Früher gebrauchte man dergleichen gebrannte Hyacinthe namentlich r Verzierung der Zifferblätter und Gehäuse der Taschenuhren; waren dieben sehr klein als Rosetten geschnitten und gut gefaßt, so konnte man sie r mit Mühe von Diamanten unterscheiden. Von antiken Gravirungen in acinth besitzt das schönste Exemplar das Museum de France in Paris. Der tein, 54 Millimeter in der Länge und 34 in der Breite haltend, stellt Leses mit den Gesetztafeln in bewundernswürdiger Arbeit dar. Im Schatze Gescalchi befindet sich eine Intaglie mit der Kleopatra und eine andere mit an rosengekrönten Hymen, und in der Sammlung des Vicomte Ducannon in nglaud befindet sich eine von Sneyus gravirte, einen Athleten darstellend.

Verfälscht wird der Zirkon durch Glasflüsse, gebrannten Topas, Granat d Idokras, denen man jedoch nicht den Glanz, die Härte und das Gewicht ben kann.

Die trübfarbigen Varietäten gebraucht man zu Zapfenlagern für feine agen und für die Spindeln feiner Räder, auch zur Darstellung der rkonerde.

6. Topas. [1])

. Physalith oder Pyrophysalith — Pyknit oder schörlartiger Beryll — prismaher Topas, Pycnyt. Franz. Topase, Alumine fluatée silicoise; engl. Topaz; ital. Topazio.

§. 275. Morphologische Eigenschaften.

Der Topas krystallisirt im rhombischen Systeme. Die Grundform ist eine mbische Säule von 124° 19′, welche gewöhnlich mit den Flächen eines mbischen Octaeders zugespitzt erscheint, auch sonst noch sehr mannichfaltig

---

1) Der Name stammt aus dem Alterthum, allem Plinius „Hist. nat.", 37, 32, steht darunter einen grünen Edelstein, der auf einer von Nebel eingehüllten Insel pazos im Rothen Meere gefunden werde und davon seinen Namen habe; topazin ge in der Sprache jener Insulaner „suchen". Man hat nun gemeint, diese Edelne sub virenti genere, cum reperta est, pralatae omnibus) seien unser Chrysogewesen, während der Chrysolithus des Plinius („Hist. nat.", 37, 42: aureo core translucentes ..... in collatione autem allucare quadam argenti facie nt) unser heutiger Topas sei. Indeß ver ...ctes er Topas einen goldglänzenden Stein, und a ... : „Auri autem fulgor topazion a callaid- ... nptfarbe des Topases ist weingelb.

modificirt und gewöhnlich mit einem Ende aufgewachsen ist. Krystalle, welche um und um krystallisirt sind, wie der brasilianische (Fig. 167) gehören daher zu den Seltenheiten. Der Habitus der Krystalle ist immer säulenförmig, die Säulenflächen fein vertical gestreift, die Basisflächen häufig rauh. Die Krystalle sind einzeln aufgewachsen oder zu Drusen verbunden. Auch kommt der Topas derb in großen, undeutlich ausgebildeten Individuen (Pyrophysalith), eingesprengt und in stumpfeckigen Stücken vor.

§. 276. Physikalische Eigenschaften.

Die Spaltbarkeit ist sehr vollkommen in senkrechter Richtung gegen die Hauptachse, sie verräth sich häufig durch Quersprünge in der Säule, weniger vollkommen in der Richtung der Zuspitzungsflächen und am wenigsten in der der Seitenflächen. Der Bruch ist muschelig bis uneben. Härte = 8. Spec. Gew. = 3,4 — 3,6, ziemlich genau das des Diamants, deshalb sind die schönen wasserklaren Krystalle von Rio-Belmonte in Brasilien damit häufig verwechselt worden, allein der Glanz ist entschieden geringer. Der Topas findet sich farblos und bisweilen wasserhell, meist aber gefärbt, vorzugsweise gelblichweiß, weingelb bis honiggelb, auch röthlichweiß bis hyacinthroth und fast violblau, grünlichweiß bis berg-, seladon- und spargelgrün. Er ist glasglänzend; sein Glanz ist zwar nicht so lebhaft als der des Sapphirs, aber merklich lebhafter als jener des Bergkrystalls; er ist durchsichtig bis kantendurchscheinend und zeigt doppelte Strahlenbrechung. Der Strich ist weiß. Erwärmt phosphorescirt er in Bruchstücken mit bläulichem oder gelblichem Schein. Er wird sowol durch Reibung und Druck als wie durch Erwärmen elektrisch und behält diese Eigenschaft 24 Stunden und länger. Die Reibungselektricität ist besonders bei einigen sächsischen Topasen so beträchtlich, daß die geringste Reibung mit den Fingern schon hinreicht, eine kleine kupferne Nadel merklich anzuziehen.

§. 277. Chemische Eigenschaften.

Seiner chemischen Zusammensetzung nach enthält der Topas Thonerde an Kieselerde und Fluor gebunden ($3\,Al_2\,O_3 + 2\,Si\,O_3$, entsprechend 63,0 Thonerde und 37,0 Kieselerde, wobei aber ein Theil des Sauerstoffs durch Fluor vertreten ist und daher bis 18 Proc. Fluor gefunden worden sind). [1]) Vor dem Löthrobre ist er unschmelzbar, nur in strengem Feuer

1) Ste. Claire Deville und Fouqué („Comptes rendus", XXXVIII, 317) haben nachgewiesen, daß der beträchtliche Glühverlust der Topase in der That, wie man bisher annahm, nur aus reinem Fluorsilicium besteht. Bei den Versuchen dieser Chemiker betrug derselbe im Mittel 23 Proc. Bei den weißen Topasen war *er größer als* bei den gelben, und hiermit stehen nach ihrer Ansicht die Schwan-

überzieht er sich mit kleinen Blasen und verliert zum Theil seine Farbe; in Phosphorsalz löst er sich zu einem klaren Glase auf mit Hinterlassung eines Kieselskelets; mit Kobaltsolution geglüht wird er blau; mit Soda bildet er eine halbklare Schlacke. Im Glasrohre mit Phosphorsalz stark erhitzt, gibt er die Reaction auf Fluor; Salzsäure greift ihn nicht an; mit Schwefelsäure anhaltend digerirt gibt er etwas Flußsäure.

§. 278. Man unterscheidet folgende Varietäten:

A. Edler Topas (Phengit).

Krystallisirt, selten derb, eingesprengt, in Geschieben; Bruch muschelig; der derbe eckig-körnig abgesondert; wasserhell, graulich-, grünlich-, gelblichweiß, wein-, honig-, orangegelb bis hyacinthroth, auch berggrün, seladongrün, selten blaß violblau; stark glänzend; durchsichtig bis durchscheinend. Nach Farbe und Klarheit kann man folgende Abarten unterscheiden, von denen einige nach den hauptsächlichsten Fundorten genannt worden sind:

1. Farblose (Pingos d'agoa, goutte d'eau, Wassertropfen oder Sklavendiamant bei den Portugiesen). Von einer wunderbaren Klarheit und einer Polirfähigkeit, wie sie der Bergkrystall nicht erreicht. Sie finden sich als Geschiebe im mittlern Gebiet des *Rio-Belmonte (Minas-Novas) in Brasilien und man weiß nicht, wo sie anstehen. Sie haben häufig einen Stich ins Grün. Uebrigens muß man sie vorsichtig von ähnlichen Quarzgeschieben unterscheiden, der Blätterbruch leitet dabei öfter unmittelbar. Es gibt nichts Klareres als solche Wassertropfen, man hat sie daher auch zu Brillengläsern zerspalten und geschliffen. Der obenerwähnte Diamant im Schatze des Königs von Portugal von Hühnereigröße (1680 Karat) soll nichts weiter als ein solches Topasgeschiebe sein.

Außer in Brasilien findet man noch wasserhelle Topase auf der Südostseite des *Ilmensees zwischen ihm und dem Argagaschsee. Er findet sich dort an vier in nicht großer Entfernung voneinander liegenden Stellen in 1—2 Lachter mächtigen Granitgängen, die in der eläolithfreien Varietät das Miascit aufsetzen. (Der Granit ist überhaupt die eigentliche Heimat des Topases, und hier schließt er sich besonders an den Glimmer an, von welchem wieder die an Fluor reichen Varietäten ihn vorzugsweise begleiten; ein Verhalten, das vollkommen seine Erklärung in der großen Menge Fluor findet,

---

lungen der Winkel der optischen Achsen sowie die Färbung im Zusammenhange. Gleich Rammelsberg nehmen sie an, daß sich im Topas Sauerstoff und Fluor einander vertreten, und schreiben demgemäß die Formel des Topases $= 4\,Al_2\,O_3\,Si\,(O, Fl)_2$; sie glauben jedoch, derselbe habe ursprünglich nur Fluor enthalten, welches später theilweise durch Sauerstoff ersetzt worden sei.

die der Topas enthält.) Die Krystalle vom Ilmensee sind rein wasserhell, erreichen mitunter 2 Zoll Länge und zeigen fast alle Flächen, die man an den sämmtlichen übrigen Fundstätten des Minerals beobachtet hat. Er findet sich aufgewachsen auf grünem Feldspath, häufiger in weißem oder gelblichem Thone, der Druſenräume füllt und oft Feldspathstücke enthält.

Ferner findet er sich wasserhell in *Neusüdwales, von einer Reinheit, daß er sich mit den schönsten brasilianischen messen kann. In Böhmen bei Meronitz in schönen durchsichtigen 3—5 Linien großen Krystallen und Krystallfragmenten als Seltenheit an einzelnen Stellen den Pyrop begleitend. Am Hradiscoberge bei Rozna in Mähren, kleine wasserhelle, milch- oder grünlichweiße, 2—5 Linien hohe Krystalle und krystallinische körnige oder spathige Partien mit rothem Turmalin, eingewachsen im Lithionglimmer und Quarz zuweilen ist der Topas innig hier mit Lepidolith gemengt. In Siebenbürgen als Geschiebe bei Porcsesd mit Nigrin. Vereinigte Staaten Trumbull, in weißlichen Krystallen, mit Euklas, Flußspath, Glimmer, Magnetkies, Scheelit und Wolfram. In den White-Mountains in farblosen Krystallen in Granit. Nordcarolina, Crowdersberg, deutliche Krystalle mit Lazulith. — Insel Ceylon: Gegend von Saffragam und Matura, in einem aus Zersetzung des Gneis hervorgegangenen Gruse in losen Krystallen.

2. Sibirische Topase. Von wasserheller Farbe, die stark ins Grüne oder Blaue (Aquamarin) fällt, und von großer Klarheit. Je grüner

Pallas, Quarz und Steinmark in Brauneisensteinnestern; auch in Bergkrystall eingewachsen und lose. Im Seifenwerke Kameno-Pawlowskaja im Gouvernement Orenburg blaßrothe bis ins Karminrothe sich verlaufende Krystalle.

4. Brasilianische Topase. Braungelbe Säulen von verschiedener Ausarbeit auch orangengelb (werden hauptsächlich zu mit Diamanten garnirtem Geschmeide benutzt), zonquillengelb (sehr selten) und rothgelb; vorsichtig in Asche geglüht werden sie blaß lilafarbig und roth (brasilianische Rubine), das färbende Eisenoxydhydrat konnte sich dabei in Eisenoxyd färben, doch ist Brewster (Gilbert's „Annalen", LXV, 14) gegen diese Erklärungsweise. Sie sind wegen ihres angenehmen Lichtes sehr geschätzt. Häufig sind sie von bedeutender Größe; Herr von Eschwege führt einen Krystall an, welcher 10 Zoll Länge und 4 Zoll im Durchmesser hatte, aber unrein war. Man findet sie in einem zersetzten, glimmerartigen Chloritschiefer, der dem Itacolumit oder Eisenglimmerschiefer untergeordnet, weich und von röthlicher Farbe ist und mit dem Namen Malacacheta bezeichnet wird, entweder auf Brauneisensteinnestern oder in Quarzgängen. Diese, von einem Zoll bis anderthalb Fuß und darüber mächtig, sind gewöhnlich mit einem Salband von gelbem erdigen Steinmark und weißem, verhärteten Talk (Tormaçao genannt) beschlagen. Trümmer eines oft ganz grobkörnigten, weißen Quarzes, von weißer oder brauner, eisenschüssiger Porzellanerde (Massa branca), welche als sichere Anzeige des Vorkommens von Topasen gilt, begleitet, und bisweilen mit losen Bergkrystallen und Eisenglanz durchmengt, füllen diese Gänge, in welchen die Topase lose und zerstreut liegen. Topas- und Bergkrystalle sind stets zerbrochen, zuweilen ineinander verwachsen. Bei den Facendas (Meierhöfen) Capao und Lane und in anderen Gegenden von Villa-Rica sind die berühmtesten Topasgräbereien. Während der trockenen Jahreszeit wird sehr wenig Aufmerksamkeit auf diese Werke verwendet, allein sobald die Regenzeit eintritt, beginnt das Suchen nach Topasen. Das zersetzte Gestein wird, nachdem es zuvor in lange Haufen mittels Schaufeln aufgeschüttet wurde, durch Regen und durch künstlich auf dasselbe geleitete Wasser erweicht, und in einem engen, mit Gittern versehenen Kanal abgespült, sodaß nur die festern Theile zurückbleiben, welche dann von den Negern mit Spitzhämmern durchgewühlt und nach Topasen durchsucht werden. Findet man ein Nest, so werden die Topase zuerst herausgelesen und dann die übrige Erde auf oben angeführte Weise geschlemmt, um die Topase, welche noch vorhanden sein könnten, daraus zu gewinnen.

5. Sächsischer Topas (Schneckentopas). Blaß weingelb aber sehr polirfähig. Das bekannteste Vorkommen ist der [illegible] Schneck bei Auerbach im Vogtlande, worin Henkel („Acta physi 1737. IV. 316) zuerst den „Schneckentopas" entdeckte. E

80 Fuß hohe, ruinenähnliche Felsenmasse romantisch aus dem Walde empor und besteht aus dem sogenannten Topasfels, der wesentlich aus den stets erkennbaren Gemengtheilen Quarz, Topas und Turmalin zusammengesetzt ist. Diese drei Mineralien bilden plattenförmige Lagen, die zu meist faustgroßen, doch auch größern und kleinern Bruchstücken zertrümmert erscheinen. Diese Bruchstücke sind wieder in allen Richtungen miteinander verwachsen und verursachen zuweilen kleine Druſenräume, in welchen Quarz, Topas und seltener auch Turmalin krystallisirt auftreten und welche noch ein gelblichweißes bis ockergelbes Mineral enthalten, Steinmark genannt, das zwischen jenen sitzt, auch wol die Krystalle zum Theil und ausnahmsweise ganz bedeckt. Außer diesen Krystallen fand Breithaupt in den Druſenräumen noch kleine Krystalle von Zinnerz, Apatit, Malachit und Kupferlasur, sämmtlich solche Mineralien, die vorzugsweise auf den eigentlichen Zinnerzgängen vorkommen. Aus allen diesen Umständen hält er sich berechtigt, den Topasfels für eine als „Teufelsmauer" zu Tage ausstehende Masse eines außerordentlich mächtigen Ganges anzusprechen, dessen Nebengestein an beiden Salbändern bis auf die jetzige Erdoberfläche verwittert und weggespült ist. — In diesem Gange waren sehr wahrscheinlich zuerst die obengenannten bandartigen Lagen gebildet worden, bei einem später erfolgten Aufreißen desselben haben sich die Bruchstücke gebildet und aufs neue emporgekommene gleichartige Gangmasse hat dieselben miteinander verkittet. Der Schneckenstein ist also Theil eines Conglomeratganges, der der Zinnerzformation zugezählt werden darf. Andere Zinnerzgänge, Zwitter-

Steinmark aussondern. Schottland. Aberdeenshire: District von Mar und Cairngorm im Schuttland in Granit, in Gneisgrus; in Krystallen und Fragmenten. In der Nähe der Avon-Berge und bei Invercauld, in einem aufgeschwemmten Gebilde, bestehend aus zersetztem Granit, mit Beryll. Irland. Grafschaft Antrim: Mournegebirge, auf Druſenräumen des Granits, in Krystallen. — Am Flusse Ovens in Victoria in Australien.

6. Bemerkenswerthe Vorkommen von edlem Topas, aber zum Schliff unbrauchbar, häufig durch schmuzigweiße Farbe in den gemeinen Topas übergehend, sind: Frankreich. Département du Puy-de-Dôme: Perrier in kleinen Fragmenten im Sand, mit Beryll und Zirkon. England. Cornwall: Huel Kind bei St.-Agnes, St.-Michaelsberg und Trevaunance, auf Gängen in Thonschiefer, mit Zinnerz. Preußen. Schlesien: Hirschberg, auf Nestern in Thonschiefer. Sachsen: Altenberg, Ehrenfriedersdorf, Geyer auf Zinnerzlagerstätten. Mit Zinnstein sogar in Auswürflingen des Vesuvs u. s. w.

B. Gemeiner Topas (Pyrophysalith).

§. 279. In undeutlichen Säulen mit rauhen Flächen und derb; Bruch uneben; verliert Klarheit und Schönheit der Farbe, aber der Blätterbruch bleibt immer noch deutlich und derbe Massen gewinnen dann nicht selten ein feldspathartiges Ansehen; meist grünlich- und gelblichweiß ins Graulichgelbe; wenig glänzend. Am bekanntesten sind die graulichweißen derben Massen, welche Gahn im Ganggranit des Gneises von Finbo und im großen Blocke Broddbo bei Fahlun entdeckte. Es sind daselbst Stücke 27 Pfd. schwer gefunden worden. Die feinsten Splitter bedecken sich bei sehr starkem Feuer mit feinen Blasen, welche zerplatzen, daher auch Pyrophysalith genannt.

§. 280. Verarbeitung und Anwendung des Topases.

Als Schmuckstein wird nur der edle Topas und auch von diesem nur meist klare und fehlerfreie Exemplare verwendet. Da er ein durch große Politursähigkeit und ausgezeichnete Farbe geschätzter Edelstein ist, so verarbeitet man ihn namentlich zu Ring- und Nadelsteinen, Ohrgehängen, Petschaften, Colliers u. s. w. Die unbrauchbaren Topasstücke und die schlechten Krystalle (Topasbrack) werden zum Schleifen anderer weicherer Steinarten verwendet, nachdem sie vorher geglüht, im Wasser abgelöscht und dann fein gepulvert wurden. Man schleift den Topas mit Schmirgel oder Topaspulver auf einer bleiernen Scheibe und gibt ihm auf einer kupfernen mit Tripel die Politur. Je nach der Verschiedenheit der Farbe erhält er a
Der weiße wird am vortheilhaftesten als Brillan
während man beim bläulichen den gemischten

wendet; doch hat man hier noch mehrere Regeln zu beobachten, soll der Stein Effect machen: der Obertheil muß etwas höher als gewöhnlich, die Tafel kleiner, die Stufen am Untertheile aber sehr genau gearbeitet sein und gleichweit voneinander abstehen. Der gelbe Topas wird meist als Brillant oder Tafelstein geschnitten und bekommt beim Fassen eine gold-, die blassen aber eine rothgefärbte Folie zur Unterlage. Auch à jour faßt man die verschiedenen Arten von Topas.

Von berühmten Gravirungen in Topas existiren ein weißer, als Siegelring geschnittener in der kaiserlichen Bibliothek zu Paris mit den Bildnissen von Philipp II. und Don Carlos und ein anderer von bedeutender Dicke und sehr hoher gelber Farbe, der einen indischen Bacchus darstellt. In der Sammlung Genevosio zu Turin befindet sich eine Intaglie mit der Siegesgöttin auf einem von zwei Pferden gezogenen Wagen. Ein antiker Topas von vortrefflicher Arbeit mit der Darstellung des Sirius (Hundsgestirn in Gestalt eines Hundes) und von tiefem Schnitt befindet sich zu Petersburg und ist von Köhler erläutert worden („Kleine Abhandlungen zur Gemmenkunde", I, 10, Taf. I, Fig. II). Antike Steine von sehr tiefem Schnitt gehören bekanntlich zu den größten Seltenheiten. Es ist dasselbe Subject, das sich auf dem berühmten Marlborough'schen Granat befindet, der in Ansehung des tiefen Schnitts für ein Wunder der Kunst gehalten wird. In jenem Topas ist der Kopf ebenso tief geschnitten, gleichfalls vorwärts gewandt, aber ein wenig mehr nach der linken Seite. Das Inwendige des Mundes, die Zähne, die

waren, desto höher und schöner roth gefärbt erscheinen sie nach demselben. Einfacher ist folgendes Verfahren: man umwickelt den Stein fest mit Hülfe eines feinen Messingdrahts mit Feuerschwamm und zündet diesen an. Ist derselbe vom Feuer verzehrt, so hat auch der Topas gewöhnlich schon seine schöne rothe Farbe angenommen.

§. 282. Benennungen im Handel.

Je nach der Farbe und Größe erhält der Topas auch verschiedene Namen und zwar folgende.

1. Wassertropfen (goutte d'eau; pingos d'agoa): wasserhell.
2. Sibirischer oder taurischer Topas: weiß ins Blauliche.
3. Brasilianischer Topas: goldgelb mit einem Stich ins Röthliche.
4. Sächsischer Topas (Schneckentopas): blaß weingelb.
5. Sächsischer Chrysolith: blaß weingelb, ins Grunliche spielend.
6. Indischer Topas: safrangelb.
7. Brasilianischer Rubin: licht rosenroth.
8. Brasilianischer Sapphir: lichtblau.
9. Aquamarin: meer- und berggrün.

In Sachsen wurden früher die Topase nach ihrer Größe und Güte sortirt; die reinsten und größten nannte man Ringsteine, die geringern Schnallensteine, die ordinärsten Carmusirgut.

§. 283. Werth und Production von Topasen.

Im allgemeinen stehen die Topase nicht mehr in dem Werthe wie früher, wo man sie auch noch als Heilmittel gebrauchte und ihnen geheime Kräfte zuschrieb. „Seine Tugend und innerliche Kraft", heißt es im „Aufrichtigen Juwelier", „soll mit dem Mondenlicht ab- und zunehmen und darin bestehen, daß, wenn er in siedend Wasser geworfen wird, diesem alsobald die Hitze benommen und das Sieden gestillt wird, welche Eigenschaft veranlaßt hat, daß man ihn auch vor ein Mittel hält, den Zorn und heftige Gemüthsbewegung zu stillen. Wenn er bei was Giftiges gelegt wird, soll er den Glanz verlieren, solchen aber wiederbekommen, sobald das Gift von ihm weggenommen wird." — Der Preis richtet sich vorzüglich nach der Farbe, Klarheit und Größe. Der Preis des gelben Topases hat seit einem Vierteljahrhundert auf eine auffallende Weise abgenommen. Im Mittelalter muß derselbe sehr geschätzt gewesen sein, denn im „Kaufmann von Venedig" ruft Shylock als Jessika seinen Topas gegen einen Affen vertauscht hat, voll Wuthe, ich hätte für meinen Topas das ganze Vat[illegible] In Spanien hat der gelbe Topas eine gewisse [illegible] dort sein Ansehen gesunken ist. Am geich

Wassertropfen und die rosenrothen brasilianischen Topase. Zu Chapada im Termo von Minas-Novas bezahlt man Wassertropfen von der Größe einer Bohne zuweilen mit einem Thaler und ein ovaler rosenrother Topas von 9 Linien Länge und 7 Linien Breite wurde zu Paris für 420 Fr. verkauft. Rein gelbe und orangenfarbige Topase sind ebenfalls noch sehr gesucht und Steine von der eben bezeichneten Größe werden mit 250—300 Fr. bezahlt. Nach Tavernier befand sich im Schatze des Großmoguls ein achtedig geschliffener gelber Topas von 157¾ Karat Schwere, welcher für 67875 Thlr. angekauft worden war. Am geringsten im Werthe stehen die blaulichen und grünlichen Topase. Im Durchschnitt wird ein Karatstein wasserheller oder rosenrother Topas mit 9—11 Thlrn. bezahlt, während ein gelber 3½—4½, ein gebrannter 5—7 Thlr. kostet. In Brasilien wird von der geringsten Sorte der zum Schleifen tauglichen Steine die Oitava (72 Gran) zu 320, von der besten zu 2000 Reïs verkauft. Ausgezeichnet große, schöne, feurige Steine werden an Ort und Stelle mit 20—30 Piastern bezahlt. In Paris kostet das Kilo roher brasilianischer Topase der kleinsten Art 2 — 100 Fr. Bei der Schätzung größerer Topase, die vollkommen fehlerfrei sind, nimmt Dutens den Werth des ersten Karats zu 16 Fr. an und bestimmt die übrigen nach Tavernier's Regel, nach welcher Topase von

4 Karat	. . . . .	256 Fr.
6 »	. . . . .	576 »
8 »	. . . . .	1024 »
10 »	. . . . .	1600 »
12 »	. . . . .	2304 »

werth sind. Caire macht jedoch mit Recht bemerklich, daß diese Preise zu hoch gestellt seien und setzt den des ersten Karats auf 12 Fr. herab, was an obigen Preisen ungefähr 25 Proc. ausmacht, um welche sie niedriger werden.

Jedenfalls trägt auch die starke Production von Topasen mit dazu bei, daß sich der Werth derselben vermindert hat. Dieselbe dürfte sich jetzt in Brasilien allein auf 20—25 Ctr. belaufen, ohne die große Production in den indischen und uralischen Werken. Die Grube von Capão in Brasilien allein warf in 12 Jahren einen Reinertrag von 20000 Thlrn. ab. In Rio-de-Janeiro und Bahia, den Haupthandelsplätzen für die brasilianischen Edelsteine, werden die Topase bisweilen in solcher Menge aufgehäuft, daß die Preise dort niedriger stehen als an der Grube selbst.

§. 284. Fehler und Verfälschungen.

Fehler des Steins sind Flecken, Wölken, Federn und Risse, namentlich häufig aber auch Luftblasen, die nicht selten noch mit Wasser oder andern Flüssigkeiten und Krystallen erfüllt sind. Mit dem echten Topas wird oft der

Beryll (Aquamarin) und Chryſolith verwechſelt; beide ſind nicht ſo hart und erſterer bei weitem leichter. Vor dieſem, ſowie vor gelben Bergkryſtallen, Chalcedon und andern gelbgefärbten Steinarten, oder vor Doubletten (unechten Steinen, Glasflüſſen) zeichnet ſich der Topas durch ſeine elektriſche Capacität aus; man kann alſo indem man einen verdächtigen Stein reibt oder erwärmt leicht vor Betrug und Nachtheil bewahrt werden.

7. Beryll.

Syn. Smaragd — Aquamarin — rhomboedriſcher Smaragd.

§. 285. Morphologiſche Eigenſchaften.

Der Beryll kryſtalliſirt im hexagonalen Syſteme. Die Grundform iſt eine ſechsſeitige Säule mit Zuſpitzung durch ein ſtumpfes Dihexaeder von 151° 5′ Endkanten, 59° 53′ Seitenkanten. Die erſte ſechsſeitige Säule herrſcht immer vor, mit ſtarken Längsſtreifen, die zweite Säule ſtumpft öfter die Kanten der erſten bei den ſmaragdgrünen ab. Durch die Fülle dieſer Flächen werden die nicht ſelten armdicken Säulen oft cylindriſch. Dagegen fehlt es meiſt an guten Endflächen. Sehr häufig iſt die Combination der Säule mit der Pyramide und der Gradendfläche wie ſie Fig. 168 zeigt. Die ſäulenförmigen Kryſtalle ſind entweder einzeln eingewachſen oder aufgewachſen und zu Druſen verbunden; auch findet ſich der Beryll in ſtängeligen Aggregaten.

§. 286. Phyſikaliſche Eigenſchaften.

Die Spaltbarkeit iſt ziemlich vollkommen parallel der gerade angeſetzten Endfläche, unvollkommen parallel den Seitenflächen der Säule. Bruch unvollkommen muſchelig bis uneben. Härte = 7,5 — 8,0; zwiſchen Quarz und Topashärte, jedoch mehr der des letztern ſich nähernd. Specifiſches Gewicht = 2,67 — 2,76. Farblos, zuweilen waſſerhell, doch meiſt gefärbt und zwar grünlichweiß, ſeladongrün, berggrün, ölgrün, ſmaragdgrün und apfelgrün; auch ſtrohgelb, wachsgelb und ſmalteblau bis faſt himmelblau. Glasglanz. Durchſichtig bis kantendurchſcheinend. Strich weiß. Durch Reiben erlangt er + Elektricität.

§. 287. Chemiſche Eigenſchaften.

Seiner chemiſchen Zuſammenſetzung nach beſteht der Beryll aus Beryllerde, Thonerde und Kieſelerde (Al_2O_3, $2SiO_3$ + Be_2O_3, $2SiO_3$ = 67,5 Kieſelerde, 18,7 Thonerde und 13,8 Beryllerde) wobei etwas Eiſenoxyd und Chromoxyd, nach Lewy in den Smaragden auch eine organiſche Materie als Färbemittel [illegible] entdeckte 1797 in ihm

die Beryllerde. Vor dem Löthrohre bei anhaltendem Blaſen zu ſchaumigem Glaſe ſchmelzend (Smaragd), oder ſich rundend an den Kanten; gewiſſe Punkte ſchmelzen unter ſtellenweiſe ſtattfindendem Aufwallen, die Blaſen fallen ſogleich wieder und das Ganze wandelt ſich zur waſſerhellen Schlacke um (Beryll). In Borax und Phosphorſalz wird er zu einem klaren Glaſe aufgelöſt, ohne Hinterlaſſung eines Kieſelſkelets. Von Säuren wird er nicht angegriffen.

Man unterſcheidet folgende drei Varietäten:

A. Smaragd. [1])

Franz. Emeraude verte; engl. Emerald; ital. Smeraldo; ruſſ. Isumrud.

§. 288. In niedrigen Säulen, ohne Streifung und ohne Neigung zum Cylindriſchen, und in Geſchieben (jedoch nicht häufig). Smaragdgrün ins Seladongrüne, Grasgrüne und Grünlichweiße. Das Dichroſkop (ſiehe Beſchreibung deſſelben beim Korund) zerlegt die Farbe deutlich in Smaragdgrün und Meergrün, wodurch man ſie leicht von gefärbten Gläſern unterſcheidet. Auch iſt die Farbe in den Säulen oftmals ſchichtenförmig parallel der Grundfläche ſo vertheilt, daß verſchiedene Schichten weit ſchöner gefärbt ſind als die übrigen Stücke, und die Farben grenzen in ſcharfer Ebene ab (Fig. 169.)

Seine ſmaragdgrüne Farbe ſoll er einem Chromgehalt verdanken, der bis auf 3,5 Cr_2O_3 ſteigen kann. Lewy jedoch, der die Smaragde von

blendeschiefer und Granit in Krystallen (meist sechsseitige Prismen) von seltener Schönheit und Reinheit, von Kalkspath, Eisenkies und Quarz begleitet; selten auch in losen, abgerundeten Stücken. Eine handgroße Druse von da, mit noch nicht fingerdicken Krystallen bedeckt, wurde 1818 noch für 22000 Rubel in Petersburg ausgeboten. Säulen von 22 Linien Länge und 20 Linien Dicke gehören schon zu den bedeutendsten. In der kaiserlichen Schatzkammer zu Wien soll sich ein Smaragd befinden von 2205 Karat Schwere, dessen Werth auf 300000 Kronen geschätzt wird, und die „Memoires du regne de Catherine, impératrice de Russie" (Amsterdam 1729) erwähnen eines hühnereigroßen peruanischen Smaragds, welcher sich in der Krone dieser Kaiserin befunden habe.

Eine der berühmtesten Smaragdminen des Tunkathals ist die von *Muso (5° 39′ 50″ n. Br. und 76° 45′ w. L. von Paris). Sie liegt 878 Meter über dem Meere und einige 30 Meilen in Nordnordwest von Bogata. Durch Sanchero im Jahre 1555 entdeckt, fingen die Spanier ihre Arbeiten daselbst 1568 an. Heutzutage wird sie durch eine Gesellschaft Kapitalisten von Neugranada ausgebeutet, die der Regierung dafür eine jährliche Abgabe von 16000 Piastern entrichten. Die Mine, welche durch Tagebau bearbeitet wird, beschäftigt ungefähr 120 Arbeiter. Sie hat die Form eines ungefähr 100 Meter tiefen Trichters mit sehr geneigten Wänden. Auf dem Gipfel des Bergs und ganz in der Nähe der Oeffnung der Mine befinden sich große Teiche, welche durch Schutzbretter geschlossen sind, aber geöffnet werden können, sobald das Bedürfniß der Arbeit es erfordert. Das Wasser derselben fließt dann mit äußerster Heftigkeit auf den Wänden der Mine hin und stürzt sich bis auf deren Grund, von wo es durch einen unterirdischen Kanal durch den Berg hindurch bis in ein natürliches Bassin geleitet wird.

Das Muttergestein der Smaragde ist ein bituminöser Kalk, der auf sehr schwarzem, bisweilen in Grauwacke übergehenden Thonschiefer gelagert ist. Die Arbeiten zur Gewinnung derselben werden auf folgende Weise betrieben: Die Arbeiter fangen damit an, Stufen in die sehr geneigten Wände der Mine zu bauen, um einen festen Standpunkt für ihre Beschäftigung zu gewinnen. Hierauf werden sie von dem Aufseher in geeigneter Entfernung voneinander aufgestellt und arbeiten eine breite Stufe von dem Felsen mit Hülfe der Spitzhacke los. Die so abgelösten Steine fallen durch ihr eigenes Gewicht bis auf den Grund der Mine. Wenn dieser anfängt sich zu füllen, gibt der Aufseher das Zeichen, die Teiche zu öffnen. Das entfesselte Element stürzt sich hierauf mit großer Heftigkeit in die Tiefe und reißt die losgelösten Felsmassen durch den unterirdischen Gang nach außen. Diese oft wiederholte Operation endigt damit, die horizontalen Schichten zu entblößen, in welchen sich die Smaragde finden. Diese Schichten werden bisweilen von einem kohlensauern Kalk gebildet,

der hinsichtlich der Durchsichtigkeit dem isländischen Doppelspathe nichts nachgibt; häufiger aber von einem bituminösen Kalkstein, der nur hier und da kleine Krystalle von kohlensauerm Kalk enthält. Die Smaragde werden begleitet von schönen Krystallen von Eisenkies und bisweilen von Parisitkrystallen. Sie finden sich häufig durch Gangmasse in zwei oder drei verschiedene Theile getrennt, was beträchtlich ihren Werth modificirt, denn anstatt einen einzigen schönen Krystall herauszuarbeiten, erhält man nur zwei oder drei Fragmente. Merkwürdigerweise bilden diese Stücke aber zusammengehalten nur einen einzigen und den nämlichen Krystall. Man kann sich diese Erscheinung nicht anders erklären, als indem man annimmt, daß der Smaragd im Momente seiner Bildung plötzlich von einer Gangpartie durchschnitten wurde, die sich schnell während der Krystallisation erweiterte.

Eine andere ebenso merkwürdige Thatsache ist die, daß die Smaragde plötzlich zerbrechen, wenige Zeit nachher, nachdem man sie aus dem Muttergestein losgelöst hat. Es geschieht dies ungeachtet der Vorsichtsmaßregel, welche man anwendet, sie sogleich in ein bedecktes Gefäß zu thun, wo sie mehrere Tage vor dem Einfluß der Sonnenstrahlen geschützt sind.

Diese Thatsachen, sowie das Zusammenvorkommen mit Ammoniten und der bedeutende Wassergehalt sprechen nach Lewy dafür, daß die Smaragde auf nassem Wege entstanden sind. [4])

Afrika. Aegypten: Gebirge von Zabarah, 40 Stunden südlich von Cosseir, in Glimmerschiefer. — Algier: Harrachthal. [2]) Im Bette des

en Felsarten nimmt man Gneis, Serpentin und Diorit wahr. Der secun-
re Kalk zeigt sich gewöhnlich blaulichgrau, sehr dicht und muschelig im Bruch;
e edelsteinführende Kalk ist infolge plutonischer Einwirkung krystallinisch und
ist weiß von Farbe. Zwischen dem körnigen Kalk und den ihn umgebenden
undären Mergeln hat eine mächtige Lage von Conglomeraten ihren Sitz,
stehend aus Bruchstücken körnigen Kalkes, gebunden durch einen dolomitischen
ig. Auch in diesen Trümmergebilden finden sich große Smaragde..

Asien. Ostindien. Reich der Birmanen: Gegend von *Ava, mit ge-
genem Gold und Spinell in dem Sande kleiner Flüsse. Der Sultan von
dh machte dem Könige von England ein Geschenk mit einem birmanischen
naragd von der Größe eines mittelmäßigen Hühnereies. — Berühmte Sma-
zd- und Topasgruben finden sich auch zu Adontschelon auf der chinesischen
enze Sibiriens.

Europa. *Ural: Die Smaragdgruben befinden sich am östlichen Ab-
nge des Gebirges im jekaterinburger Kreise des Gouvernements Perm,
ht weit vom großen Rest, einem Nebenflusse der Püschma. Den ersten
naragd fand ein Köhler 1830 zufällig an den Wurzeln eines umgestürzten
ums. Nun wurde ein geregelter Betrieb und Abbau angeordnet und in
n ersten Jahren lieferten die Gruben ausgezeichnete Smaragde, so nament-
einen von 101¼ Karat Gewicht, den man auf 6075 R. Bco. schätzte.
der Sammlung des kaiserlichen Bergcorps findet sich ein Krystall von 8 Zoll
nge und 5 Zoll Dicke. Später nahm die Ausbeute von Jahr zu Jahr ab.
ewingk [1]), der den Auftrag erhielt, die Grube genau zu untersuchen, fand,
ß der Ostabhang des Urals in der Breite des Smaragdgebiets aus meh-
en, ungefähr parallel nebeneinander von Nordwest nach Südost streichenden
nen von Granit, Schiefern und Serpentin besteht. Der Weg von Jekaterin-
rg zu den Gruben führt vom Serpentin und Chloritschiefer der Stadt zum
anit des Schartaschsees und über das Gebiet der beresowsker Goldgruben
n Serpentin von Püschminsk. Auf letztes Gestein folgt weiter östlich Gra-
, an dessen östlichem Rande Talkschiefer mit smaragdführendem Glimmer-
iefer auftritt, sodann goldhaltiges Schwemmland, und jenseit des großen
st erscheinen wieder Chloritschiefer und Serpentin.

Oesterreich. Salzburg: Habachthal in einem Graben oberhalb der
dalpe. Dunkelsmaragdgrüne, sechsseitige Säulen, an Seiten- und Endflächen
mit Glimmer überdeckt; auch derb; blaßgrün ins Grünlichweiße; die grün-
weißen Krystalle gewöhnlich quer rift, reiner und größer als die grünen;
tere 1 Linie bis 1 , bei einem Durchmesser von

1) B Gesellschaft zu Petersburg,
54, S.

1/6 — 3 Linien und mehr. Selten durchsichtig, meist halbdurchsichtig. Glimmer- und Chloritschüppchen durchdringen häufig die Krystalle, ebenso auch schwarze Turmalinnadeln; ein ferneres Begleiter ist Pyrit in Krystallen. In einem sehr fein gemengten, dunkelbräunlichen, fast thonschieferartigem Glimmerschiefer, welcher in grünem, theils an Amphibol, theils an Chlorit reichen Schiefer eingelagert ist. Glimmerausscheidungen durchziehen bis mehrere Fuß mächtig das Muttergestein des Smaragds, welcher sich nach Frischholz in den feinsten Glimmeradern von 1 — 3 Zoll Mächtigkeit in den größten Krystallen zeigt. In der Nähe des Fundorts setzt im Glimmerschiefer ein Talkschieferlager auf, welches ebenfalls Smaragdkrystalle bis 5 Linien lang und 1 Linie dick enthält; dem Sedl gegenüber findet man im Glimmerschiefer Beryllsäulen.

Südaustralien. Am Mount-Remarkable in schön dunkelgrünen sechsseitigen Prismen.

§. 290. Geschichtliches.

Daß die Alten den wirklichen Smaragd kannten, beweisen die in den Ruinen Roms gefundenen Schmuckgegenstände aus diesem Mineral und die aus Herculanum und Pompeji ausgegrabenen Zierathen von Smaragd; auch kommen sie als Schmuck ägyptischer Mumien vor, und Plinius sagt: „eruuntur circa Coptou oppidum Thebaitis collibus excavatis", wo Caillaud im Gebirge Zabarah südwärts von Cosseir am Arabischen Meerbusen sogar die alten Gruben wiedergefunden haben wollte, als er vom Pascha von Aegypten auf Entdeckungen abgesendet worden war. Er will in mehrere unterirdische

Flußspathe, Malachit, Amazonenstein, Prasem, Chrysopras für Smaragde. Von den Kaisern Nero und Domitian wurde er schon als Schmuck auf den Kleidern getragen und Demokrit von Abdera in Thrazien verstand schon die Kunst Smaragden nachzumachen. Seneca erzählt, Demokrit habe die Kunst, durch Feuer einem Kieselsteine die Farbe und den Glanz eines Smaragds zu geben, von den Aegyptern gelernt. Den hellen strahlenden Glanz der Smaragde beweist Plinius durch folgenden Bericht: Auf der Insel Kypros befand sich auf dem Grabmal des Königs Hermias ein Löwe aus Marmor mit Augen aus Smaragd, welche so stark in das benachbarte Meer strahlten, daß die Thunfische davon erschreckt zurückflohen, bis endlich Fischer, welche diesen ihnen nachtheiligen Umstand lange bewundert hatten, andere edle Steine in die Augen des Löwen setzten, worauf jene Erscheinung aufhörte.

Isidorus, Bischof von Sevilla (um 630 n. Chr.) sagt von dem Smaragd: Keiner der grünen Edelsteine, keins der grünen Kräuter oder Gräser habe ein herberes Grün als der Smaragd. Er übertreffe nicht nur die grünen Kräuter und Blätter, sondern gebe selbst der Luft in seiner Nähe einen grünlichen Schein. Daher den Steinschneidern die Bearbeitung des Smaragds so eine Erholung der Augen angenehm sei. Auch gebe seine breite Fläche die Gegenstände gleich einem Spiegel zurück. Nero habe die Wettkämpfe der Gladiatoren in einem Smaragde betrachtet, wie wir bereits aus dem Berichte des Plinius wissen. Psellos (11. Jahrhundert) sagt von dem Smaragd, er sei lauchgrün, spiele leise ins Goldene und Bläuliche, heile mit Wasser aufgelegt die Aussatzigen und stille mit Wasser getrunken die Blutflüsse.

Im Mittelalter findet man ihn schon in alten Kirchenschätzen des 8. und 9. Jahrhunderts, auch findet sich in der Tiara des Papstes eine Smaragdsäule von 1 Zoll Länge und $^5/_4$ Zolle Dicke, die bereits zur Zeit Papst Julius' II. sich zu Rom befand, und das heilige Haus zu Loretto besaß die prachtvollsten Tafeln von Smaragdkrystallen.

Erst durch die Entdeckung von Peru wurden sie jedoch häufiger und die Juweliere und Steinschleifer bezeichnen daher noch heute die reinsten Smaragde mit dem Namen „Peruanische Smaragde" (Emeraudes nobles ou du Perou). Eine der ausgezeichnetsten Gruben, welche vor der Eroberung Perus diesen Edelstein in großer Menge und in hoher Schönheit lieferte, war nach dem Berichte Garcilasso's de la Vega [1]) im Thale Manta bei Porto Viejo. Joseph d'Acosta, der selbst in den Smaragdgruben von Neugranada und Peru war, sagt, man habe diese Steine im Anfange in solcher Menge nach Europa gebracht, daß auf dem Schiffe, worauf er im Jahre 1587 aus Amerika nach Spanien zurückkehrte, zwei Schiffskasten, jeder einen Centner schwer, damit an-

1) Histoire des Incas, I.

gefüllt gewesen seien. Den Spaniern wollte es nie gelingen, jene Grube wieder aufzufinden, und man vermuthet, daß sie von den Indianern, als sie dieselbe verließen, verschüttet worden sei. Gegenwärtig werden die meisten in der Statthalterschaft Santa-Fé und in dem Thale Tunka, zwischen den Gebirgen von Neugranada und Popayan gegraben. Im Mantathale verehrten nach de la Vega's Berichten die Eingeborenen einen Smaragd von der Größe eines Straußeneies als Gottheit unter dem Namen der Göttin Smaragd (deesse-émeraude), und nur an hohen Festen dieser Göttin wurde er ihren Verehrern von den Priestern unter großen Feierlichkeiten gezeigt. Die Priester derselben fanden in dem Glauben des Volks an diese sehr materielle Göttin ein ebenso sicheres als wohlfeiles Mittel, sich einer Menge von Smaragden zu bemächtigen, denn sie wußten den Peruanern die Meinung beizubringen, daß es ihre steinerne Göttin als ein ihr angenehmes Opfer betrachte, wenn man ihr zu Zeiten einige von ihren Töchtern (Smaragde) zum Dienste weihe, und die leichtgläubigen Getäuschten hatten nichts Angelegentlicheres zu thun, als solche Steine zu suchen, um sie ihrer Göttin an Festtagen zu bringen. Durch dieses Mittel hatten die Priester eine große Menge Smaragde zusammengebracht, welche den Spaniern nach der Eroberung von Peru in die Hände fielen, aber deren Mutter, die Smaragdgöttin selbst, war nirgends zu finden und nie konnte man erfahren, wohin sie die Priester gebracht hatten. Don Alvarado und seine Begleiter sollen die meisten dieser Steine zerschlagen haben, weil sie glaubten, daß wenn sie echte Smaragde wären, solche nicht [illegible]

inen Taffet zur Unterlage; oft wird er auch nur in einen mit Maſtix und
branntem Elfenbein ſchwarz gefärbten Kaſten geſetzt. Er wird zu den ver-
iedenſten Gegenſtänden des Schmucks, namentlich aber zu Ring- und Nadel-
inen und Armbändern verwendet. Mit viel Effect läßt er ſich zwiſchen Dia-
nten anbringen und weicht dann als farbiger Schmuck an günſtiger Wirkung
leicht nur dem Rubin; namentlich iſt dies von Vortheil bei Lichtſchimmer,
er von ſeinem Glanze etwas verliert und die Diamanten einen Theil des
igen auf ihn übertragen. Auch mit Perlen umgeben, nimmt er ſich ſehr
t aus. Gravirt iſt in Smaragd wenig worden. Boué citirt eine Intaglie
n halbkugeliger Form, welche in der Mitte den Namen des Papſtes Julius II.
gt und die ſchon im Jahre 1503 exiſtirte. Napoleon I. ſchenkte dieſelbe
n Papſte Pius VII.

§. 292. Werth.

Obgleich der Smaragd in Anſehung ſeiner Härte hinter den feinern Edel-
nen weit zurückſteht, ſo hat er doch namentlich in größern Exemplaren
gen der Lieblichkeit ſeiner Farbe, wegen ſeines Glanzes und ſeiner vorzüg-
en Politurfähigkeit einen ziemlich bedeutenden Werth, wenn er von Fehlern
iſt. Dies letztere iſt jedoch nur ſehr ſelten der Fall, da wenig andere
delſteine ſo von Fehlern, beſtehend in der Ungleichheit der Farbe und Durch-
tigkeit, namentlich aber in Riſſen, Federn, trüben oder weißen Flecken
d Wolken, zu leiden haben als der Smaragd. Hat der Smaragd viel kleine
ſſe, ſo nennt man ihn mooſig (pleine d'herbes oder jardinée). Riſſige
maragde von ſchöner Farbe ſind ziemlich gemein, ſelbſt von größerm Volu-
n, und dennoch ſind ſie wegen der Lieblichkeit der Farbe ſehr geſucht. Bei
ſtimmung des Preiſes iſt daher namentlich auf Reinheit, Schönheit der
rbe, lebhaftes Feuer und Größe des Volumens zu ſehen.

Ein Smaragd der Mittelſorte, von reiner, ſchöner, aber etwas heller Farbe,
Karat ſchwer, wird mit 10 — 14 Thlrn. bezahlt. Iſt jedoch die Farbe
nkel, der Stein fehlerfrei und vom erſten Waſſer, ſo ſteigt der Preis ſehr.
n Smaragd der Art

von	4	Gran	koſtet	29 — 30 Thlr.
»	8	»	»	64 — 65 »
»	16	»	»	290 — 300 »
»	24	»	»	460 — 470 »
»	48	»	»	930 — 940 »

Auf der Auction des Marquis de Drée wurde ein ſchöner Stein von
Gran mit 100 — 120 Fr., einer von 2 Karat mit 240 Fr., einer von
Gran mit ſchöner grüner Sammtfarbe zu 1500 Fr. und einer
Gran mit 2400 Fr. bezahlt. Smaragde von blaſſer und unrei
rden das Karat für $1^2/_3$ Thlr. bis $2^1/_3$ Thlr. verkauft.

Vor der Entdeckung Amerikas standen die Smaragde viel höher im Preise, fielen jedoch plötzlich, als man sie aus den peruanischen Gruben in Menge bezog. In neuerer Zeit sind sie jedoch wieder etwas gestiegen, da nicht mehr so viele aus Amerika und dem Ural kommen, was zum Theil dem Eingange mehrerer Gruben zugeschrieben werden muß. Den höchsten Werth hatte jedoch der Smaragd im Alterthume, denn Plinius sieht sich schon veranlaßt, die Fehler und Verfälschungen desselben aufzuzählen, da man so enorme Preise dafür bezahle.

Im Inventarium des französischen Kronschatzes vom Jahre 1791 finden wir ziemlich schwere Smaragde von schöner Farbe, aber meist sehr fehlerhaft, zu folgenden Preisen aufgeführt:

1	Smaragd	von	$16^{11}/_{16}$	Karat	12000	Fr.
1	»	»	$20^{9}/_{16}$	»	6000	»
1	»	»	$13^{3}/_{16}$	»	1500	»
2	»	jeder von	10	»	6000	» zusammen.
1	»	»	$9^{5}/_{16}$	»	3000	»
18	»	»	$73^{4}/_{16}$	»	7300	» zusammen.
109	»	»	137	»	8220	» »

Fälschlich werden auch häufig andere glänzende, edle Steine, geringer an Werth, für echte Smaragde ausgegeben, z. B. grüner Turmalin und Flußspath (Smaragdfluß), Apatit, Malachit und andere, haben aber sämmtlich nicht den Glanz, das Feuer und die Härte desselben. Auch Doubletten und Glasflüsse sucht man ihm (besonders täuschend durch letztere) unterzuschieben.

B. Edler Beryll.

Franz. Béril, Emeraude verte-bleuâtre et jaune verdâtre; engl. Beryl; ital. Aqua marina.

§. 293. In langen, vertical gestreiften, oft cylindrischen Säulen, mit Querspringen, auch mit zerfressener, drusiger Oberfläche; derb, dünnstengelig abgesondert, in stumpfeckigen Stücken. Hauptsächlich von meergrüner Farbe (daher Aquamarin von den Steinschleifern genannt), die aber einerseits stark ins Blaue, andererseits stark ins Gelbe verläuft; berg-, seladon-, apfel-, spargel-, ölgrün, wachs-, honig-, weingelb, gelblich-, grünlich-, blaulichweiß, himmel-, smalte-, indigblau; glasglänzend, auf dem Bruche häufig fettglänzend, zuweilen mit perlmutterartigem Scheine; durchsichtig; sehr polierfähig; die stärker gefärbten wirken auch sichtlich auf das Dichroskop und man kann mittels desselben die Richtung der Hauptachse selbst an geschliffenen Steinen *noch* bemerken.

§. 294. Vorkommen.

Europa. Schottland: Aberdeenshire, im Schuttland mit losen Kry-
llen von Bergkrystall und Topas. Irland: Grafschaft Wicklow: Lough Bray
d Cronebone, in Granit. Gegend von Dublin, bei Dundrum und Durlcarr,
Granit. Grafschaft Down: meergrüne Säulen im Granit des Mourne-
birges.

Tirol: Ratschinges, schöne Krystalle mit Turmalin in einem granitischen
stein. Mähren: Marschendorf; an dem Fundorte des Chrysoberyll und
demselben finden sich in den Geröllen granitischen Gneises Beryllkrystalle.
sind oft bis 2 Zoll lange und 1 Zoll breite gestreifte Säulen, blaß seladon-
n, ins Blaue oder Pistaziengrüne, fast ins Farblose besonders im Innern
Krystalle verlaufend. Die Farbe wechselt zuweilen an einzelnen Krystallen,
aß ein Ende dunkler gefärbt ist als das andere; auch kommen gefleckte
ystalle vor. Außer Chrysoberyll treten als Begleiter Turmalinkrystalle, Glim-
r und Amphibol auf.

Insel Elba: S.-Pietro, auf Druſenräumen in Granitgängen. Außer
ystallen der Kernform noch alle andern Flächen zeigend, welche bei der
bstanz überhaupt wahrgenommen werden. Am häufigsten wasserhell, ferner
t rosenroth, violblau, grünlich- und blaulichweiß. Manche Krystalle haben
hr als einen Zoll Länge und über einen halben Zoll im Durchmesser, ge-
hnlich sind dieselben mit Turmalin auf Quarz und Feldspath aufgewachsen.

Rußland: Finnland. Kirchspiel Kuortane: Katiala, mit Turmalin
Granit. Kirchspiel Tammela: Kiwiwuorenwehmais, unfern Torro mit Tan-
it und Albit in Granit. Kirchspiel Somero: Penikoja in Granit.

Asien. Ural. Gegend von *Schaitansk unfern Mursinsk, blaßrosenrothe
ystalle in Granit. Die Sammlung des kaiserlichen Bergcorps von Petersburg
t einen Beryll von hier von 9 Zoll 5 Linien Länge, 1 Zoll 3 Linien Dicke
d 6 Pfd. 11 Solotnik schwer. Alabaschka, weingelbe Krystalle von ver-
schiedener Größe mit Rauchtopas in Albit eingewachsen, in Granit. Juscha-
wa unfern Mursinsk, in Granit eingewachsen, mit Albit, Lepidolith und
uarz. Im *Ilmengebirge, zollange Krystalle in einem granulitartigen
esteine. In einem neuentdeckten Bruche wurden zwei sechsseitige Prismen
funden, von denen das eine 9,5 Zoll Länge und 8,5 Zoll Umfang 5 russ.
d. schwer war, das andere von respective 7,5 und 9,5 Zoll Länge und
fang wog 5,1 russ. Pfd. Beid nen 6 Werst nordöstlich von
Kasl und gegen 400 schwer und trubejewer
ruben in einem neue in einem Gange von
uem Quarze, der r umgeben ist Letz-
er bildet ein Nest lenweise als Ge-

mengtheil und unter Verdrängung des gemeinen Feldspaths eingeht. Jene Fundstätte ist auch durch das Vorkommen vieler großer undurchsichtiger und halbzerfallener Topaskrystalle ausgezeichnet. Neun Werst nördlich von den bisherigen Topasgruben und 13 Werst von den miasker Hütten wurde ein Topaskrystall von 0,64 russ. Pfd. gefördert. Gegend von Slatouſt, unfern der achtenskischen Grube, Krystalle von Turmalin begleitet, in Granit.

Oestliches Sibirien. Im östlichen Theile des *Adontschelongebirges bei Nertschinsk. Die Berylle finden sich hier in einer Topasfels genannten Felsart, welche nach Kulibin den Granit in Gängen durchsetzt und wesentlich aus einem Gemenge krystallinisch-körnigen Quarzes mit kleinen Topaskrystallen besteht. Die Beryllkrystalle kommen mit Topas- und rauchgrauen Bergkrystallen als Auskleidung unregelmäßiger Höhlungen im Topasfels vor. Außerdem treten als Begleiter des Berylls Scorodit, Wolframit, Turmalin, Flußspath, Amphibol u. s. w. auf. Bisweilen finden sich gegliederte Säulen, sowie Krystalle, die zur Hälfte blaulichweiß und durchsichtig, zur Hälfte aber schneeweiß und undurchsichtig sind, häufig zusammengewachsen. Die schön durchsichtigen Krystalle erreichen nicht selten eine Länge von $3^1/_2$ Zoll bei einer Dicke von $1^1/_2$ Zoll und sind meist meergrün oder honiggelb von Farbe, je tiefer die Schürfe gehen, desto schönere und mehr findet man. Vielleicht bezogen ihn schon die Alten über Bactrien von hier.

Ostindien. Madras: Grube *Cangayum im District Coimbatoor, in Granit. Ein geschliffener Stein von 184 Grammen von hier kostete 12500 fr.

ereira, grobkörnig in erdigem Brauneisenstein; schön grüne, lose Krystalle in lußbetten als Begleiter des Diamants. Im Jahre 1811 wurde in der ähe des Diamantdistricts, im Ribeirão-das-Americanas in Brasilien erst ein quamarin von 15 und bald darauf einer von 4 Pfd. gefunden.

§. 295. Geschichtliches.

Der Beryll war schon den Alten bekannt; sie verstanden darunter einen delstein von meergrüner Farbe und belegten die gelblichen Abänderungen die- s Minerals mit dem Namen Chrysoberyll. Die Römer wendeten ihn zur erzierung goldener Becher an. Auch zu Cameen gebrauchte man ihn; die emmen davon sind gewöhnlich länglich geschnitten, indem man dadurch von r größern Ausdehnung der Säule profitirt. Strabo gedenkt zuerst der in- schen Berylle und Dionysios Periegetes erwähnt den bläulichen durchsichtigen eryll, welcher im Gebiete von Babylon innerhalb des ophietischen Gesteins tdeckt wurde. Plinius vergleicht ihn schon mit dem Smaragd, denn er spricht n demselben: „Von derselben oder von ähnlicher Natur scheint vielen der ryll zu sein. Das Vaterland desselben ist Indien, anderwärts wird er ten gefunden. Die Berylle erhalten sämmtlich durch die Hand des Künstlers e sechskantige Gestalt, weil die durch stumpfe Einförmigkeit matte Farbe rch den Reflex der Flächen und Winkel gehoben wird. Werden sie auf an- e Weise geschliffen, so haben sie keinen Glanz. Die echtesten unter ihnen d diejenigen, welche das Grün des reinen Meeres veranschaulichen, also geringeres oder lichteres Grün als das des Smaragds. Ihnen zunächst nmen diejenigen, welche Chrysoberylli genannt werden, ein wenig blasser d und in Goldfarbe auslaufen. Mit diesen verwandt ist der Chrysopras, lcher einen ähnlichen Glanz hat, jedoch noch blasser ist und von einigen für ie besondere Art von Edelsteinen gehalten wird. Die vierte Stelle nehmen : hyacinthfarbigen Berylle ein. Eine fünfte Klasse bilden die luftfarbenen, ie sechste die wachsfarbenen, eine siebente die ins Olivenfarbige spielenden. e letzte und geringste Klasse machen diejenigen aus, welche dem Krystall ähn-) sind und Haarbüschel sowie Schmuzflecken enthalten und außerdem von t erloschener Farbe sind, was alles zu den Fehlern gerechnet wird. Die ider lieben vorzüglich längliche Berylle und bezeichnen dieselben als die ein- ien Gemmen, welche sich ohne goldene Einfassung schöner ausnehmen. Sie rchbohren dieselben und tragen sie an Elefantenhaaren. Die Berylle von llkommener Schönheit durchbohrt man aber nicht, sondern faßt ihre beiden tremitäten in Gold. Einige nehmen an, daß die Berylle gleich rechtwin- ig entstehen und daß sie durchbohrt einen bessern Anblick gewähren, sofern nen gleichsam das Mark der Weiße (medulla candoris) genommen und rch Fassung der Widerschein des Goldes verliehen wird u. s. w. Bei den

Beryllen findet man dieſelben Fehler wie bei den Smaragden, auch die Pteryzia, d. h. Flecken wie Flügel oder Federbüſchel. In Europa ſollen auch Beryllе in der Gegend des Pontus gefunden werden. Die Inder verſtehen es durch gefärbten Kryſtall künſtliche Gemmen herzuſtellen, ganz beſonders den Beryll." So weit Plinius. Iſidorus bringt in ſeinem Werke faſt die nämlichen Angaben über den Beryll als Plinius.

§. 296. Der Beryll als Schmuckſtein.

Die Juweliere belegen heutzutage die grünlichen und bläulichen Varietäten mit dem Namen Aquamarin (franz. Aiguemarine; engl. Aquamarine), während ſie für die gelben ausſchließlich die Benennung Beryll gebrauchen. Man unterſcheidet dann noch:

1. Aquamarin: reines, lichtes Himmelblau.
2. Sibiriſcher Aquamarin: lichtes Grünlichblau, lebhaft glänzend, ſchwach gefärbt.
3. Aquamarin-Chryſolith: grünlichgelb, zuweilen gelblichgrün; lebhaft glänzend.

Der edle Beryll findet zu den verſchiedenſten Schmuckgegenſtänden Anwendung, namentlich zu Ring- und Nadelſteinen, Ohrgehängen u. ſ. w. Früher wurde auch viel in ihn gravirt. So citirt man einen Hercules, gravirt von Hyllus, welcher dem Kaiſer Commodus gehört haben ſoll; ferner im Schatze Odescalchi einen Neptun von Seepferden gezogen, gravirt von Quintilius; au

schliffener Beryll mit 2500 Fr. bezahlt, und in Paris ein ungeschliffener von seltener Schönheit, der beinahe 10 Kilo wog, mit 15000 Fr. Von großen Beryllen befindet sich einer von 133 Grammen im mineralogischen Museum zu Paris, und ein anderer berühmter von 0,055 Meter Länge und 0,036 Meter Durchmesser zierte die Tiara des Papstes Julius II.

Eine täuschend ähnliche Nachahmung des edeln Beryll's erhält man aus einer Mischung von 187,500 Theilen Straß, 1,320 Theilen Antimonglas und 0,082 Theilen Kobaltoxyd.

C. Gemeiner Beryll.

§. 297. Zwar noch krystallisirt in einfachen Säulen mit Gradendfläche, aber vollkommen trüb, von schmuziger Farbe und häufig sehr spröde. In Deutschland sind besonders die grauen und ölgrünen Säulen im Quarz von Rabenstein bei Bodenmais bekannt. Aehnlich zu Langenbielau in Schlesien. Zu Limoges in Centralfrankreich sind armdicke Krystalle, man benutzt sie vorzugsweise zur Darstellung der Beryllerde, ihre Streifung läßt sie leicht mit Pyknit verwechseln. Zu Ponferrada in Galizien sollen sie so kolossal sein, daß man die Krystalle wie Basaltsäulen zu Thürpfosten benutze; ja in den Granitadern von Grafton (Neuhampshire) finden sich Säulen mit Dihexaëderenden von 6 Fuß Länge, reichlich 1 Fuß Dicke und gegen 3000 Pfd. Schwere.

8. Granat. [1])

Syn. Dodekaëdrischer Granat. Franz. Grenat; engl. Garnet; ital. Granato; russ. Wenisa: pers. Madentsch.

§. 298. Morphologische Eigenschaften.

Der Granat krystallisirt im tesseralen Systeme. Die Grundform ist das Rhombendodekaëder. Die gewöhnlichsten Formen, in denen er vorkommt, sind die Grundform, daher dieselbe passend auch Granatoëder genannt wird, und

---

1) Den Namen Granat, der von der Aehnlichkeit seiner Farbe mit der Farbe der Blüten und Kerne einer Frucht der südlichen Länder Europas, der Granatäpfel, entlehnt ist, hat er in neuern Zeiten erhalten, und Albertus Magnus („De mineral.", II, 7) ist der erste Schriftsteller, bei dem er sich findet. Durch wurde dann der Name geläufiger. Die Griechen nannten ihn ανθ
nius (37, 25) Carbunculus, Karfunkel (von carbo, eine glühe
Benennungen beziehen sich auf die brennendrothe Farbe, di
oder ein Licht gehalten, zeigt. Agricola (625) erwähnt Carb
quos juniores vocarunt granatos, veteres Carchedonios
Name von dem lateinischen granum (das Korn) he
Körnern findet.

das Ikositetraëder (Fig. 3 und Fig. 170). Meist finden sich die Krystalle um und um krystallisirt; höchst selten sind die Ecken abgestumpft, daher Würfel und Octaëder fast nie vorkommen; desto häufiger erleidet aber das Rhombendodekaëder eine Abstumpfung seiner Kanten durch das Ikositetraëder (Fig. 171). Die Granatoëderflächen sind oft nach der kurzen, die Leuzitoëderflächen nach der langen Diagonale gestreift. Die Krystalle finden sich einzeln eingewachsen und aufgewachsen, im letztern Falle meist zu Drusen verbunden. Außer in Krystallen kommt der Granat auch derb, in rundlichen Körnern (Pyrop), in körnigen bis dichten Aggregaten und eingesprengt vor.

§. 299. Physikalische Eigenschaften.

Die Spaltbarkeit ist sehr unvollkommen parallel den Granatoëderflächen, bisweilen gar nicht wahrnehmbar. Der Bruch ist mehr oder weniger vollkommen muschelig, bisweilen ins Unebene oder Splitterige. Die Härte zwischen Quarz- und Topashärte = 7 — 8. Spec. Gewicht = 3,5 — 4,3, in den Talk-Thongranaten herab bis 3,15. Die Färbung ist nach Maßgabe der chemischen Zusammensetzung sehr verschieden: blut-, karmin-, kirsch- und bräunlichroth, fast stets mit einem Stich ins Violblaue, braun, grün, gelb, schwarz, selten ist er ganz farblos oder weiß. Glasglanz bis Fettglanz. Durchsichtig in allen Graden bis undurchsichtig. Durch Reibung erlangt er + Elektricität; mitunter wirkt er auf die Magnetnadel ein, zuweilen ist er selbst in Splittern dem Magnete folgsam.

1. Kalk-Thongranat $= 3\,CaO, SiO_3 + Al_2O_3, SiO_3$ (Grossular, Hessonit).
2. Talk-Thongranat $= 3\,MgO, SiO_3 + Al_2O_3, SiO_3$ (Talkgranat, Pyrop).
3. Eisen-Thongranat $= 3\,FeO, SiO_3 + Al_2O_3, SiO_3$ (Almandin, edler Granat).
4. Mangan-Thongranat $= 3\,MnO, SiO_3 + Al_2O_3, SiO_3$ (Spessartin).
5. Kalk-Eisengranat $= 3\,CaO, SiO_3 + Fe_2O_3, SiO_3$ (Melanit, Allochroit).
6. Kalk-Chromgranat $= 3\,CaO, SiO_3 + Cr_2O_3, SiO_3$ (Uwarowit).

Vor dem Löthrohre schmelzen die Granaten ziemlich leicht (die Kalk-Eisengranaten am schwersten) zu einem grünen, braunen oder schwarzen Glase, welches oft magnetisch ist; mit Borax und Phosphorsalz geben viele die Reactionen auf Eisen oder Mangan, und mit letzterm Salze alle ein Kieselskelet; Soda auf Platinblech wird oft grün gefärbt. Von Salzsäure werden sie roh nur wenig, nach vorheriger Schmelzung aber leicht und vollständig zersetzt, mit Abscheidung von Kieselgallerte.

Mineralogisch kann man besonders folgende Varietäten unterscheiden:

A. Edler Granat.

1. Almandin.[1])

§. 301. Kolombin-, blut-, kirsch- oder bräunlichroth bis röthlichbraun, ins Violette; die Farbe gewinnt beim Kerzenlichte nicht, sie nehmen dabei eine fast orangenfarbige Tingirung an, die ihre Schönheit mindert: ein Mittel, sie vom orientalischen Amethyst (Korund) zu unterscheiden; meist krystallisirt, selten derb oder schalig zusammengesetzt, die Krystalle fast immer einzeln eingewachsen; spec. Gewicht = 4,0—4,2; Härte = 7,5; durchsichtig bis durchscheinend; hohe Grade des Glanzes.

Vorkommen.

Sehr häufig als Gemengtheil verschiedener Gesteine. Von den zahlreichen Fundorten sollen hier nur wie bei den nächsten Arten die wichtigsten erwähnt werden, namentlich diejenigen, von welchen Exemplare für den Handel verschliffen werden.

Europa. Deutschland. Oesterreich: Land unter der Enns: Eine bedeutende Größe erreichen die schön durchsichtigen Almandine nur in dem

1) Der Carbunculus des Plinius, 37, 25: „Optimos vero amethystizontas hoc est quorum extremus igniculus in amethysti violam exeat.“ Neuere heißen ihn Almandin von der Stadt Alabanda in Carien (Agricola, 625: „Corrupto vocabulo Almandini nominatur, quondam Alabandici, quod perficerentur Alabandis“). In den römischen Ruinen [illegible] mit Granate gefunden, theils rund, theils vertieft geschnitten. [illegible] alten Granatschüsseln, die man auf der Unterseite rundlich [illegible] damit sie mehr Durchscheinenheit bekommen.

Gebirgszuge nächst dem großen Kampflusse bei Steineck und der Neumühle: sie liegen in Serpentin; Gegend von Krems, in Glimmerschiefer (der an Granaten reiche Glimmerschiefer führt hier den Namen „Murkstein"). — Tirol: *Zillerthal, im hintern Zemmthale am Roßrucken bis 1 Zoll große Krystalle, Rhombendodekaëder, oft in einer Richtung verlängert, hyacinthroth ins Braune, durchscheinend, eingewachsen in Chloritschieferlagern des Gneises. Wird nach Böhmen verführt und dort als Schmuckstein verarbeitet. Monzoniberg, auf Klustflächen des Syenits, bisweilen in großen Krystallen. — Böhmen: Als Gebirgsart erscheint der Granat (Granatfels) im Glimmerschiefer des Erzgebirges in Lagern, Putzen und Nestern. Man kennt zwei bedeutende Lager: eins zieht, 3—10 Klafter mächtig, über Abertam und Werlsgrün nach Zschögrün; das andere, bei 6 Klafter mächtig, findet sich im Pulverwald nordöstlich von Währingen. Der Granat wird gewonnen und zu Schleif- und Putzpulver verarbeitet. Bei *Auhrow, am Granatenberg bei *Petschau und bei *Radvorz bis erbsengroße, dunkelblutrothe, halbdurchsichtige und durchsichtige Körner in Serpentin. In dieser Gegend und bei *Kollin und *Kuttenberg finden sich auch häufig lose Körner im aufgeschwemmten Lande, die von Steinschleifern verarbeitet und unter dem Namen „Kolliner Granaten" in den Handel kommen. — Ungarn: Libethen, im Udweka- und Schaibabache findet man hirsekorngroße, gewöhnlich noch kleinere lose Krystalle und Körner von Almandin. Dieselben stammen aus dem Bindemittel eines Conglomerats, welches Bimssteingeschiebe enthält und mit schönen Granaten auf dem nahen Erbeberge, am

Spanien. Granada. Granatillo unfern Nijar, bei Almeria und
bo de Gata, in großer Menge mit Cordierit in Diorit, auch in Gneis und
se. *Valencia. Alicante, in losen, zierlichen Krystallen umherliegend, oft
n außerordentlicher Schönheit. Escorial und Valanueva del Prado, in den
rgen, welche die Provinzen Avila und Toledo scheiden.

Asien. Hindostan, an mehreren Orten lose im Schuttland. Insel
eylon, allenthalben in Gneis und mitunter ziemlich häufig, besonders bei
ttnapoora (Ceylon Rubin) und am Adamspic. *Hinterindien, sehr
ön bei der frühern Stadt Sirian in Pegu, daher „sirischer Al-
andin".

Amerika. Grönland Kolkumak, Krystalle fallen nicht selten aus ihrem
uttergestein, einem chloritischen Schiefer, heraus und hinterlassen regelrechte,
ch Eisenoxydhydrat gefärbte Eindrücke. Insel Manesuck, in Glimmerschiefer
Ikertok, *Ratfieutthal, in Glimmerschiefer, oft Krystalle von seltener Schön
it, in der Kernform krystallisirt und lose. Akudlerne, mit Graphit in einem
nschuhigen Quarz. Ameroglik, große Krystalle mit Feldspath, Glimmer
d Sodalith. *Avatsiksfarbik, große, blätterige Partien von ausgezeichne
r Schönheit, glühend roth, in thoniger Erde. Kulla, langgezogene Tra
oeder.

Vereinigte Staaten. Connecticut: Monroe, große Trapezoeder mit
ristoberoll in Granit; Haddam, große schöne Krystalle in Chloritschiefer,
uterbury, oft in Krystallen von ausgezeichneter Schönheit, in Granit. Neu
mpshire. Hannover, in glänzenden Rhombendodekaedern im Hornblende
hen; Franconia und Lisbon, mit Eisenerzen und Kalkspath in blutrothen
ositendodekaedern. Neuyork: Westchester, blutrothe Krystalle in Gneis; Yonkers,
ben- und dunkelrothe Granate ziemlich häufig im Gneis

Mexico: San José del Oro, schöne Krystalle auf Kluftflächen von
ranatfels in körnigem Kalkstein. Thal des Encarnacion, in der Nähe von
n Jose, krystallisirt, mit Chalcedon und Magneteisen. Zimapan, schöne
ystalle auf Kluftflächen des körnigen Kalks.

Brasilien. Gegend von Rio de Janeiro, an verschiedenen Orten, Kry
lle in Gneis. Catumbi unfern Rio de Janeiro, Krystalle in Gneis. Tijuca
Granit, Corcovado ebenso. Fazenda do Lopez am Rio Paraiba in ziemlicher
nge in Gneis. Marianna, schöne Krystalle in Talk
Fußbetten als Begleiter des Diamants, gemei
ale, aber stets klein.

Uruguay: Montevideo, schöne Krystalle

Australien: In schönen Rhombendode
he in Südaustralien

2. Pyrop*) (Böhmischer Granat).

§. 302. Aeußerst selten krystallisirt, in undeutlichen Hexaedern mit convexen und rauhen Flächen; gewöhnlich nur in rundlichen, eingewachsenen oder losen Körnern; Bruch vollkommen muschelig; Härte = 7,5; spec. Gewicht = 3,69 — 3,78; dunkel hyacinthroth bis blutroth; en cabochon geschnitten nehmen sie eine glänzende Feuerröthe in den Lichtpunkten an, selten sind aber die Pyropen so hell, daß sie nicht durch den Treppenschnitt düster und schwärzlich würden. Glasglänzend, durchsichtig bis stark durchscheinend; vor dem Löthrohre geglüht wird er schwarz und undurchsichtig, während der Abkühlung aber wieder roth und durchsichtig; stärker erhitzt schmilzt er etwas schwierig zu einem schwarzen glänzenden Glase; mit Borax gibt er eine smaragdgrüne Perle.

§. 303. Vorkommen und Gewinnung.

Die zum Schliff brauchbaren Pyropen kommen nur aus Böhmen, wo sie bergmännisch gewonnen werden. Die von andern Fundorten, wie Zöblitz in Sachsen, Alexandersberg in Südaustralien, Olahpian in Siebenbürgen u. s. w. haben als Schmucksteine noch keine Anwendung gefunden. Die böhmischen werden meist durch Ausgraben und Sammeln aus dem Schuttlande gewonnen, denn gerade diese Körner und Geschiebe sind besser zur Verarbeitung geeignet als die eingewachsenen, da sie in der Regel reiner sind. Sie werden durch Schlemmen und Aussuchen von der Erde geschieden und vermittelst Siebe

kohlenformation angehört. Die Bestandtheile des Conglomerats sind Bruchstücke von Granulit (mit Granat und Disthen, nicht sehr abgerundet), Granit, Glimmerschiefer (mit Granat), Serpentin (mit Pyrop und strahligem Talk), Basalt (mit Olivin), größere Blöcke und kleinere Trümmer, eines kalkigen Sandsteins mit Petrefacten des Pläner; dann neuerer Bildung angehörig, große concretionäre kugelige Massen von dolomitischem Kalkstein, bis fußgroße Massen von Halbopal, Pyrit in Krystallgruppen und Knollen, Gipsknollen (die letztern vier enthalten zahlreiche Körner von Pyrop eingewachsen) und bis kopfgroße Knollen von schuppigem Talk; von Fossilresten endlich finden sich Coniferenstammstücke (verkieselt und als Lignit) und zahlreiche dem Plänermergel angehörige Versteinerungen, meist in Bruchstücken. Begleiter des Pyrops in dem Conglomerate sind Granat, Hessonit, Zirkon, Topas, Spinell, Pleonast, Korund, Turmalin, Quarz, Orthoklas, Disthen, Amphibol, Augit, Bronzit, Aragonit, Glimmer, Iserin, Baryt, Limonit, endlich Speckstein.

*Tříblitz und Podsedlitz (Starai, Jetschan, Dlaschkowitz), weniger spröde und zersplittert und lichter blutroth als von dem vorstehenden Fundorte, begleitet von Geschieben, Körnern und Krystallen von Zirkon, Pleonast, Spinell, Quarz, Baryt, Disthen, Bronzit, Turmalin, Aragonit, Chrysolith, Iserin, Augit, Amphibol, Limonit, Pyrit und zahlreichen, dem Plänerkalk angehörigen Versteinerungen, in einer diluvialen Sand- und Geröllablagerung, vorzugsweise bestehend aus Geschieben von verschiedenen Basaltabänderungen, Serpentin mit Pyrop, Gneis, Pläner, Sandstein, Thoneisenstein, Quarz, Fragmenten von Amphibolkrystallen, Olivinkugeln mit Bronzit, und zu Podsedlitz, wo die Gneisgeschiebe fehlen, außerdem Stücke von Calcit. Auch hier war der Pyrop ursprünglich in Serpentin eingewachsen.

Im Bache bei *Neupaka, seltener bei Gitschin, Kumburg und Rowensko finden sich in Diluvialgebilden Krystalle, Würfel mit mehr oder weniger gekrümmten Flächen (nicht durch Abreibung zugerundet) und gekörnter Oberfläche, meist durchsichtig, bis 2 Linien groß und Körner. Es sind dies bisjetzt die einzigen bekannten Fundorte, wo Pyropkrystalle vorkommen.

3. Kaneelstein [1]) (Hessonit). [2])

§. 304. In eckigen, mit viel Rissen durchzogenen Bruchstücken und Geschieben, Candiszucker gleichend; krystallisirt und körnig zusammengesetzt; Bruch muschelig ins Unebene; spec. Gew. = 3,5 — 3,6; hyacinthroth ins Pomeranzen- und Honiggelbe (ponceauroth, wenn der Stein mehr vom

---

1) Kaneel heißt Zimmt; wegen der Aehnlichkeit der Farbe mit Zimmtöl.

2) Hauy's Benennung; von ἧσσων, weniger, nämlich als Hyacinth, weil er lange mit Hyacinth verwechselt wurde.

Auge entfernt ist; gelb, ohne merkliche Beimengung von roth, wenn er sehr in die Nähe desselben gebracht wird); durchsichtig bis durchscheinend; durch Reiben elektrisch werdend; wirkt zuweilen auf die Magnetnadel ein; schmilzt vor dem Löthrohre leicht zu einem klaren grünlichen Glase; mit Borax ebenfalls zu einem klaren Glase, das nur wenig von Eisen gefärbt erscheint; Säuren sind ohne Wirkung auf ihn.

Lange Zeit wurde er mit Hyacinth verwechselt, bis Werner ihn hiervon unter dem Namen Kaneelstein trennte, eine Benennung, deren sich die holländischen Edelsteinhändler schon länger zur Bezeichnung dieses Steins bedient haben sollen. Hauy nannte ihn zuerst Hessonit.

§. 305. Vorkommen.

Der Kaneelstein, welcher als Schmuckstein verarbeitet wird, kommt bis jetzt nur aus *Ceylon, wo er in größern Stücken dem Felsgebirge eingelagert ist. Im Alluvium im Maturadistrict findet er sich häufig, selbst in mehreren Pfund schweren Massen. Bei Belligam sah J. Davy davon einen großen losen Felsblock im Wald-Jungle liegen, wahrscheinlich als Trümmer hoher anstehender Felsmassen. In der Schweiz zu *Dissentis (Canton Graubündten) finden sich schöne Krystalle von rothgelber Farbe in einem quarzigen Gestein (früher unter dem Namen „Hyacinthen von Dissentis" bekannt), die jedenfalls auch hierher gehören; ebenso die gelbrothen Krystalle mit Diopsid von Piemont und dem St.-Gotthard. Sehr schön findet sich die gleiche Farbe

5. Kolophonit (Pechgranat; brauner Granat z. Th.)

§. 307. Gelblichbraune bis honiggelbe und fast pechschwarze Massen, die von Kalkspath durchdrungen Nester in den Magneteisenlagern von Arendal bilden. Farbe und firnißartiger Glanz erinnern auffallend an Kolophonium. Durchscheinend bis kantendurchscheinend.

6. Melanit [1]) (schwarzer Granat; schladiger Granat; Pyrenäit [2]); Grenat noir).

§. 308. Sammtschwarz; undurchsichtig; von schwachem Glasglanze; meist in Rhombendodekaëdern mit abgestumpften Kanten krystallisirt. Wird als Trauerschmuck getragen.

Ausgezeichnet glänzend finden sie sich in Druſenräumen der Sommablöcke, in Tuffgesteinen von Oberbergen am Kaiserstuhl; ferner in schönen Krystallen in den vulkanischen Tuffen bei Rom.

7. Brauner Granat.

§. 309. Derb, seltener krystallisirt, die Krystalle meist aufgewachsen; körnig abgesondert; Quarzhärte; spec. Gew. = 3,5—3,9; röthlich-, gelblich-, leber-, schwärzlichbraun, seltener bräunlichroth; kantendurchscheinend bis undurchsichtig. Varietäten: Aplom [3]), in Granatoëdern mit starker Streifung nach der kurzen Diagonale; Rothoffit, leberbraun, etwas manganhaltig; Mangangranat (Braunsteinkieſel, Mangankieſel), röthlichbraun, bräunlichroth, mit 35 Proc. Manganoxydul.

Auf Lagern, seltener Gängen im Granit, Glimmerschiefer, körnigen Kalkstein u. s. w. sehr verbreitet in vielen Ländern.

8. Succingranat [4]) (gelber Granat).

§. 310. In kleinen Krystallen und derb, körnig abgesondert; Quarzhärte; spec. Gew. = 3,6—4,0; orange-, honig-, wachsgelb, ins Oelgrüne; durchscheinend oder stark kantendurchscheinend.

Im Serpentin an der Mussalpe in Piemont, bei Wurlitz im Fichtelgebirge; bei Arendal und in Neujersey.

---

1) Von μέλας, schwarz.

2) Von den Pyrenäen als Fundort.

3) ἁπλῶς (also eigentlich Haplom), einfach, schlicht, wegen der einfachen Krystallform (und Streifung), welche Hauy veranlaßte, ihn zum ersten Beispiel seiner Decrescenzgesetze zu wählen.

4) Von succus, Saft, succinum, Bernstein, wegen der Farbe.

9. Leukogranat [1]) (weißer Granat).

§. 311. Derb und in kleinen Granatoedern; zwischen Quarz- und Topashärte; spec. Gew. = 3,4 — 3,8; gelblichweiß, grünlichweiß; durchscheinend; hat den geringsten Eisengehalt mit unter den Granaten.

Tellemarken in Norwegen, Sibirien, Ural.

10. Uwarowit [2]) (Chromkalkgranat).

§. 312. Krystallisirt in Rhombendodekaedern, bisweilen derb; spec. Gew. = 3,514; smaragdgrün; durchscheinend bis durchsichtig; Strich lichtgrün, vor dem Löthrohre schwer und nur an den Kanten schmelzbar, mit Phosphorsalz schwer zu chromgrünem Glase, das in der innern Flamme undurchsichtig und dunkelgrau wird, mit Borax schwer zu grünem Glase, mit Soda zu gelbgrüner Schlacke schmelzbar.

Mit Chromeisenstein bei Bissersk im permischen Gouvernement.

§. 313. Besondere Lichterscheinung bei gewissen Granaten.

Bisweilen bemerkt man am Granat einen besondern Lichteffect, der sich aber blos dann zeigt, wenn der Stein nach einer besondern Weise beim Schleifen behandelt wurde. Die Grundform des Granats ist, wie oben bemerkt wurde, das Rhombendodekaëder. Von diesem kann man nun verschiedene Lagen nehmen, unter deren jeder sechs ihrer Flächen so stehen, wie bei einem regelmäßigen sechsseitigen Prisma. Wenn wir nun annehmen, daß man mit

Fügung der Theile ist, woraus das Dodekaëder, der Erfahrung nach sowie nach mineralogischen Lehrsätzen, besteht.

§. 314. Anwendung des Granats.

Als Schmuckstein werden vom Granat nur die edlern Varietäten verwendet, von den gemeinern nur bisweilen der Melanit als Trauerschmuck. Man verwendet sie namentlich zu Ring- und Busennadelsteinen (vorzüglich die grönländischen und ostindischen Exemplare), zu Ohrgehängen, Halsketten, Brochen, Armbändern (Pyropen) u. s. w. Zu Anfang dieses Jahrhunderts war seine Verwendung als Schmuckstein eine viel bedeutendere als jetzt, man hat ihn namentlich wegen seines geringen Glanzes bei künstlichem Lichte, wo er schwärzlich erscheint, aufgegeben, und gebraucht nur noch diejenigen vollkommen schönen, welche bei Tage das wieder gut machen, was sie bei Nacht verlieren. Der gemeine Granat, wo er in größern Massen vorkommt, sowie geringere und schlechtere Exemplare des edeln, werden zu Pulver gestoßen und als Schleifmittel für weichere Steinarten benutzt; manche Steine gebraucht man auch als Zuschlag zum Eisenschmelzen. Aus den größern steiermärkischen und tiroler Steinen werden Tabatièren und andere Luxusartikel geschliffen. Früher wurde auch in den Granat viel gravirt, wozu er sich wegen seiner geringern Härte besonders gut eignet; die Cabinete von Paris, Turin, Rom und Petersburg bewahren besonders schöne Exemplare dieser Art, das schönste aber ist die Darstellung des Sirius (Hundsgestirn in Gestalt eines Hundes), die sich auf dem berühmten Marlborough'schen Granat findet, der in Ansehung des tiefen Schnitts für ein Wunder der Kunst geachtet wird.

§. 315. Bearbeitung der Granaten.

Dieselbe erfolgt namentlich in Böhmen (Prag, Tyrnau, Swietlau), Schlesien (Warmbrunn), Freiburg im Breisgau und im Jura. Die zu Prag geschliffenen hält man für die besten, weil sie daselbst nicht so fabrikmäßig behandelt werden. Die größern Granaten schleift man mit Schmirgel oder ihrem eigenen Pulver auf einer bleiernen oder kupfernen Scheibe und gibt ihnen auf einer zinnernen mit Tripel und Schwefelsäure die Politur. Sie erhalten die Form von Brillanten, Rosetten oder Tafelsteinen, auch bekommen sie den Treppen- oder gemischten Schnitt. Bisweilen werden sie selbst en cabochon geschliffen und dann mit zwei Reihen Facetten an der Rundiste versehen; solche Steine, deren Farbe gewöhnlich sehr düster und sie selbst höchstens etwas durchscheinend sind, werden oft ausgeschlägelt (Granatschalen). Schöne, reine, durchsichtige Steine werden à jour gefaßt, andere setzt man zur Erhöhung ihrer Farbe auf eine goldene oder violblaue Folie.

Kleinere Sorten von Granaten, namentlich die Pyrope, werden, vorzüglich in Böhmen, in eigenen Schleifereien fabrikmäßig bearbeitet. Man durchbohrt

ſie zuerſt mit Diamant. Der Granat wird in den Schraubſtock geſpannt, mit einer größern Diamantſpitze angebohrt und mit einer feinern durchbohrt. Ein Mann kann täglich 150 Stück durchbohren. Die ſchönſten Granaten werden nun brillantirt, oder doch mit regelmäßigen Facetten verſehen, und zwar auf einer Scheibe von feinem Sandſtein mittels Baumöl und Schmirgel. Ein Arbeiter kann 30 Stück in einem Tage brillantiren. Hierauf werden dieſelben von Weibern oder Kindern auf Scheiben von Holz oder Blei mit Tripel und Vitriolöl polirt und tauſendweiſe auf Schnüre gezogen. Schlechtere und kleinere Sorten Granaten werden willkürlich facettirt; eine Arbeit, welche auf Schleifmaſchinen, wo acht bis zehn Schleifſteine auf einmal in Bewegung geſetzt werden können, verrichtet wird. Sind ſie polirt, ſo werden ſie nach Form, Farbe und Größe ebenfalls ſortirt und auf Schnüre gereiht. Zu Swietlau werden unter andern jährlich 20000 Stück Granaten, welche roh von Libochowitz kommen, verarbeitet.

§. 316. Werth der Granaten.

Der Werth der Granaten wird beſonders durch Schönheit der Farbe, Reinheit und Größe beſtimmt. Da der Granat beim Schleifen ſtets etwas dünn gehalten werden muß, um ſein Spiel zu zeigen, weil er im entgegengeſetzten Falle, wenn man ihn zu dick läßt, ſeine wahre Färbung leicht verliert, ſo ſind auch Steine, die ungeachtet ihrer Dicke eine helle und feurige Farbe zeigen, Seltenheiten und deswegen von bedeutendem Werthe. Hat aber

Die Preise der rohen Granaten für die böhmischen Schleifereien waren folgende:

1 Loth	40er	. . . . .	5 Fl.	30 Kr.
1 »	60er	. . . . .	3 »	15 »
1 »	75er	. . . . .	2 »	— »
1 Pfd.	110er	. . . . .	34 »	— »
1 »	165er	. . . . .	12 »	30 »
1 »	265er	. . . . .	3 »	— »
1 »	400er	. . . . .	— »	24 »

Das Inventarium des französischen Kronschatzes erwähnt mehrere ziemlich schöne sirische Granaten, deren Preise wir hier beifügen wollen:

Einer von 5 Karat Schwere	1200 Fr.
Sechs andere, zusammen 20 Karat wiegend	1700 »
Ein ovales Gefäß aus einem einzigen schön gefärbten Granat von 85 Millimeter Länge, 62 Breite und 86 Höhe . . .	12000 »
Eine runde Tasse von orientalischem Granat von 70 Millimeter Durchmesser, und 35 Höhe	3000 »
Eine andere von gleicher Größe	3000 »
Zwei ovale Gefäße von 56 Millimeter Länge	2000 »
u. s. w.	u. s. w.

§. 317. Benennungen im Handel.

Im Handel erscheint der Granat unter folgenden Benennungen:

1. Sirischer [1]) Granat (orientalischer oder edler Granat, Almandin, Karfunkel; Grenat noble ou syrien Escarboucle; Syrian garnet; Carbuncle): blut-, kolombin- und dunkelkarmoisinroth mit einem Stich ins Violblau; wird sehr geschätzt, wenn er ein sammtartiges Ansehen hat.
2. Böhmischer oder ceylonischer Granat (Pyrop; Grenat pyrope; Pyrope): dunkel ponceauroth, etwas ins Orangegelb ziehend.
3. Vermeille: ponceauroth, mit einer Schattirung von Pomeranzengelb.
4. Kaneelstein (Hessonit; Esonite, Hyacinthe de Zeylon, Hyacinthe brun; Cinnamom-stone; Essonito; fälschlich Hyacinth): hyacinthroth, ins Pomeranzengelbe.

§. 318. Anwendung zu Linsen für Mikroskope.

Außer zum Schmuck hat man den Granat auch zu Linsen für Mikroskope angewendet. Der Refractionsindex des Granats ist größer als der des Sapphirs, nämlich 1,815, und sein Dispersionsvermögen geringer als das

1) Von der Stadt Sirian in Pegu in Hinterindien.

des Diamants, nämlich 0,33, und da er überdies keine doppelte Strahlenbrechung besitzt, so vereinigt er in theoretischer Beziehung alle Erfordernisse zu einem vollkommenen Mikroskope in noch höherm Grade in sich als der Diamant und Sapphir. Die Farben der Gegenstände kommen bei mikroskopischen Beobachtungen am allerwenigsten in Betracht und überdies sind sie sehr trügerisch. Es kann also die Farbe des Granats nicht als ein Uebelstand betrachtet werden; vielmehr ist sie noch ein Nutzen, da sie die violetten oder brechbarsten Strahlen absorbirt und dadurch den Achromatismus noch erhöht. Selbst wenn die Bestimmung der Farbe des Gegenstandes wesentlich wäre, würde man sie ebenso gut durch eine farbige, wie durch eine farblose Linse zu bewerkstelligen im Stande sein. Denn wenn z. B. die Granatlinse einen Gegenstand mit einer falschen Farbe darstellt, kann man doch leicht die wahre ausmitteln, wenn man untersucht, welche Färbe sich, durch die Linse gesehen, ebenso als die am Gegenstand beobachtete ausnimmt.

§. 319. Verfälschung der Granaten.

Schmilzt man 1 Unze Straß und einige Gran Goldpurpur (Purpur des Cassius) zusammen, so erhält man einen Glasfluß, der von dem echten Granat nur schwer durch bloßes Ansehen zu unterscheiden ist, dagegen hat er aber weder die Härte noch die Schwere desselben. Hat man zu viel Goldpurpur der Masse beigemengt, so erhält man falschen Rubin, wie sich überhaupt diesem Glasflusse, nach Maßgabe der größern und geringern Menge der färben-

Weise verändert erscheint. Gewöhnlich sind die Krystalle sechs-, auch drei-, neun-, und zwölfseitige Säulen, die meist mit den Flächen des Rhomboeder zugespitzt erscheinen und wobei die Kanten, welche diese Zuspitzungsflächen unter sich und mit den Seitenkanten bilden, häufig abgestumpft sind. Außerdem zeigen die Krystalle häufig an beiden entgegengesetzten Enden eine ungleichmäßige Ausbildung wie in Fig. 172 und 173. Der Habitus der Krystalle ist meist lang-, seltener kurz säulenförmig, noch seltener rhomboedrisch. Die Seitenflächen sind meist der Länge nach stark gestreift und oft convex. Die Krystalle finden sich theils eingewachsen, theils aufgewachsen. Auch kommt der Turmalin derb, in parallel-, radial- und verworren-stengeligen bis feinfaserigen Aggregaten vor.

§. 321. Physikalische Eigenschaften.

Die Spaltbarkeit ist sehr unvollkommen parallel den Flächen der Grundform. Bruch muschelig. Härte = 7 – 7,5. Spec. Gewicht = 2,94 — 3,24. Der Turmalin findet sich sehr selten wasserhell, meist ist er gefärbt, in mannichfaltigen grauen, gelben, grünen, blauen, braunen und rothen Farben, die jedoch meist ein dunkleres Ansehen haben, am häufigsten kommt er ganz schwarz vor. Oft finden sich auch mehrere Farben an einem und demselben Krystalle, z. B. das eine Ende roth, das andere blau, oder an einem Ende roth, am andern grün und in der Mitte blau; bisweilen findet sich auch im Innern ein schwarzer oder rother Kern. Die Farben sind dann entweder deutlich voneinander abgesetzt oder verschwimmen allmählich miteinander. Strahlenbrechung doppelt, gewisse Turmaline polarisiren das Licht vollkommen und dienen daher zu dem Instrumente, was uns die doppelte Strahlenbrechung am deutlichsten zeigt. Legt man zwei parallel mit der Achse geschnittene Blätter in dieser ihrer Richtung aufeinander, so werden sie ziemlich durchscheinend sein, legt man sie aber in einem rechten Winkel übereinander, so sind sie vollkommen undurchsichtig. Bringt man nun in letztere Lage zwischen beide einen Stein von doppelter Strahlenbrechung, so wird die Stelle, wo der doppeltbrechende Stein ist, hell, alles übrige aber dunkel sein.

Mit dem Dichroskop (s. Beschreibung desselben beim Korund) kann man die gut polarisirenden sogleich erkennen; von den gelben und grünen wird das eine Bild ganz dunkel und selbst undurchsichtig, bei farblosen und lichtgefärbten tritt nur eine lichtere Trübung ein, dabei werden die Bilder verschiedenfarbig. Auffallend ist auch der verschiedene Grad der Durchsichtigkeit schon mit bloßem Auge. Quer gegen die Hauptachse sind die Krystalle am durchsichtigsten, schief oder parallel der Hauptachse werden sie trüb. Nimmt man z. B. eine Platte aus der Turmalinzange und dreht sie während des Durchsehens um die Hauptachse, so bleibt sie immer gleich durchsichtig; dreht man sie aber um eine Linie senkrecht darauf, wo man dann allmählich nach der Richtung der Hauptachse

durchsieht, so wird sie schnell dunkel. Es ist dies das einfachste Mittel, um sogleich die ungefähre Richtung der optischen Achse zu finden.

Die Reibungselektricität hat der Turmalin mit allen andern Edelsteinen gemein, wichtiger ist die starke polare Elektricität, die mit der Aenderung seiner Temperatur sich zeigt und die bereits viele Physiker beschäftigt hat. Schon bei mäßigem Erwärmen an einer Weingeistlampe erhält er Elektricität, zieht die elektrische Nadel an und polarisirt bei hinlänglicher Isolirung, d. h. zieht nur den entgegengesetzten Elektricitätspol an und stößt den ihm gleichen ab. Im allgemeinen hat sich der Hauy'sche Satz bestätigt, daß am flächenreichern Ende sich + Elektricität, am flächenärmern Ende des Krystalls negative zeige, woraus denn hervorgeht, daß die elektrische Achse mit der krystallographischen Hauptachse zusammenfällt. Uebrigens sind die farbigen, rissefreien, besonders die klaren (von Elba) viel stärker elektrisch als die schwarzen rissigen. Werner unterschied daher gemeinen und elektrischen Schörl. Nach Hauy ist zwischen 30° und 80° R. die Elektricität am stärksten; weiter erhitzt, hört alle Elektricität auf, was man leicht wahrnimmt. Natürlich muß, wie schon Bergmann und Becquerel gezeigt haben, die Temperatur im Stein sich verändern, also entweder abnehmen oder zunehmen. Bricht man ihn während des Experiments entzwei, so ist jedes Stück gleich wieder polar-elektrisch. — Das Pulver des Turmalins wird oft vom Magnete angezogen.

§. 322. Chemische Eigenschaften.

Die Zusammensetzung der Turmaline ist äußerst schwankend, weshalb man auch verschiedene Arten unterschieden hat. Sie enthalten wesentlich Kieselsäure, Thonerde, Borsäure, Talkerde, Eisenoxyde und als minder wichtige, jedoch stellvertretende Bestandtheile Kalkerde, Natron, Lithion, Manganoxyde, sowie auch Fluor, welches in wechselnden Mengen als Vertreter des Sauerstoffs darin enthalten ist. Es gibt Turmaline mit 14 verschiedenen Bestandtheilen, daher ist auch wie beim Glimmer eine chemische Deutung lange nicht geglückt. Die Menge der Kieselsäure beträgt gegen 40 Proc., die der Thonerde ungefähr 30 — 40 und die Borsäure 5—10 Proc.; bei der Annahme, daß die Borsäure B_2O_3 als stellvertretender Bestandtheil der Thonerde anzusehen ist, wie dies auch bei andern Mineralien der Fall ist, fand Rammelsberg durch viele Analysen, daß die Sauerstoffmenge aller Basen mit Einschluß der Borsäure sich zur Sauerstoffmenge der Kieselsäure nahezu = 4.3 verhält.

Das Verhalten vor dem Löthrohr muß natürlich bei so verschiedener Zusammensetzung etwas verschieden ausfallen; einige Varietäten schmelzen leicht und unter Aufblähen, andere schwellen nur auf, ohne zu schmelzen und noch andere schmelzen mehr oder weniger schwer, ohne aufzuschwellen; alle geben mit *Flußspath* und schwefelsaurem Kali die Reaction der Borsäure; Salzsäure zer

setzt das robe Pulver gar nicht, Schwefelsäure nur unvollkommen, dagegen wird das Pulver des geschmolzenen Turmalins durch längere Digestion mit concentrirter Schwefelsäure fast vollkommen zerlegt.

Man unterscheidet folgende zwei Varietäten des Turmalins:

A. Edler Turmalin.

§. 323. Der edle Turmalin findet sich fast blos krystallisirt, ist durchsichtig bis kantendurchscheinend, wasserhell, roth, blau, grün, braun, bei reflectirtem Lichte zuweilen auch schwarz, bei durchfallendem aber stets von einer andern Farbe. Gewicht meist = 3,0 — 3,1. Er wird am stärksten durch Temperaturänderungen elektrisch und führte daher früher auch den Namen Aschenzieher. Man findet ihn theils im Flussande der Tropen mit andern Edelsteinen, theils auf Gängen, Lagern, namentlich aber in Drusenräumen der ältern Gebirge.

Nach Farbe und Werth kann man etwa folgende Abarten unterscheiden:

1. Sibirischer Turmalin (Siberit, Rubellit z. Th., Apyrit, Rubellite, russ. Malinowoy Schorl, Himbeerschörl). Karmin-, hyacinth-, purpur-, oder rosenroth ins Violblaue stechend; zuweilen läßt er beim Durchsehen nach einer Richtung die rothe, nach anderer Richtung eine blaue Farbe wahrnehmen. Wird geschliffen oft für orientalischen Rubin verkauft, indem er diesem sehr ähnlich sieht. Er ist stark elektrisch, schmilzt vor dem Löthrohr nicht, sondern brennt sich nur weiß.

Vorkommen. Sibirien. Ural: *Schaitansk, in Krystallen von verschiedenen Formen, von dunkel karmoisinrother Farbe; oft schließen auch Krystalle einen anders gefärbten Kern ein, z. B. braune einen rothen; von Lepidolith begleitet in Granit, auch lose in gelbem Thon. Alabaschka bei Mursinsk, in Krystallen von verschiedener Größe, meist auf Albit oder Feldspath in Schriftgranit. *Sarapulsk, ausgezeichnete Krystalle von schön rother Farbe (Rubellit), kamen früher in einer mit Granitgrus gemengten Dammerde vor. *Mentschelon bei Nertschinsk, schöne Krystalle in Drusenräumen von Granit, begleitet von Topas und Beryll.

Insel *Ceylon, krystallisirt und im Diluvialboden als Geschiebe.

Europa. Mähren: Am *Hradisko berge nächst Rozna. Der rothe Turmalin erscheint hier in folgenden Abänderungen: a) in drei-, sechs- oder neunseitigen vertical gestreiften Prismen, zuweilen mit Rhomboëderflächen, durchsichtig und karmoisinroth (Rubellit, oft ähnlich jenem von Elba), oder halbdurchsichtig bis durchscheinend von pfirsichblutrother Farbe (Apyrit), die häufig ins Lichte Smalteblaue, Lavendel- oder Perlblaue, ins Violette, Grüne oder Gelbe und Bräunliche übergeht, manche Krystalle sind mehrfarbig, an einem

Ende oft schon roth, am andern pistaziengrün u. s. w. Die Apyritprismen häufig mehr oder minder gebogen, sind oft mehrere Zoll lang und wachsen von der Dicke einer Nadel bis zu jener einer starken Federspule an. Rubellit und Apyrit bilden auch b) strahlige Aggregate, erstere manchen sibirischen täuschend ähnlich. Außerdem kommen c) körnige Anhäufungen von zart bis rosa und lichtrother Farbe vor. Die rothen Turmaline, insbesondere die Apyrite und lichtrothen körnigen Aggregate, unterliegen der Veränderung in Lepidolith und Steatit. — Sachsen: *Penig, in ausgezeichneten Krystallen in Drusenräumen von pegmatitartigen Ausscheidungen im Granulit. — Insel Elba *San Pietro, sehr ausgezeichnet, besonders durch die große Farbenmannichfaltigkeit; rosenrothe, am Ende nicht selten farblose Krystalle; oft trennt eine kleine röthliche Schicht das Wasserhelle. Krystalle, am untern Ende schwarz, in der Mitte gelblichgrün und am obern Ende rosenroth; die Farben Schwarz und Grün schneiden sich meist scharf ab, Grün und Rosenroth gehen häufig in einander über. Krystalle, am aufgewachsenen Ende rosenroth, gehen ins Olivengrüne über und sind am obern Ende mit einer dünnen, scharf abgeschnittenen, schwarzen Schicht bedeckt u. s. w.

Amerika. *Vereinigte Staaten, dasjenige Land, wo sich die Turmaline von der seltensten Schönheit finden, so z. B. namentlich die rothen und grünen Turmaline im Granit bei Paris (Maine). Die Prismen erlangen oft Zollgröße; manchmal umschließen grüne Krystalle einen rothen Kern und umgekehrt; oder sie sind an einem Ende roth, am andern Ende grün. Nicht minder reiche Fundorte rother und grüner Turmaline sind Chesterfield und Goshen (Massachusetts), sie kommen hier auf einem Granitgang im Gneis vor, begleitet von Albit, Uranglimmer und Pyrochlor. — Peru, als Geschiebe von schön rother Farbe.

2. Indikolith (Brasilianischer Sapphir; Saphir du Brésil; Indicolith). Indig-, lasur- und berlinerblau. Sieht, wenn er geschliffen ist, dem Sapphir sehr ähnlich. — Als Geschiebe im Sande mehrerer Flüsse Brasiliens mit andern Edelsteinen. Bei *Goshen (Massachusetts) in höchster Vollkommenheit. Schweden: Südermanland: Utön, von schöner, blauer Farbe auf Magneteisen-Lagerstätten in Gneis, mit Feldspath und Petalit. Mähren Rozna, als Seltenheit in bis ½ Zoll langen, durchsichtigen und halbdurchsichtigen Säulen in grünem, in Steatit übergehenden Lithionit.

3. Grüner Turmalin (Brasilianischer Turmalin; Brasilianischer Smaragd; Emeraude du Brésil). Meist dunkel pistazien-, olivengrün oder grasgrün; nimmt eine sehr schöne Politur an. Schmilzt vor dem Löthrohr zwar schwer, bläht sich aber stärker auf als die rothen.

Brasilien. Minas Geraes: *Villa Rica, in schönen Krystallen, u

nem bröckelichen, quarzigen Gestein, wird in großer Menge ausgeführt und s Smaragd verarbeitet. Fazenda de João Games, als Geschiebe. Campo Sta.-Anna, Graminaës am Rio-Pardo und der Ribeirão-da-Folho, 10 Leas östlich von Chapada, liefern ebenfalls sehr schöne grüne Turmaline. — an-Pietro auf der Insel Elba; im Dolomit von Campo-Longo am St.-Gotthrd; Ural.

4. Gelblichgrüner Turmalin (Ceylonischer Chrysolith; eridot z. Th.). Grünlichgelb oder gelblichgrün, mit etwas milchigem chimmer; sieht manchen Aquamarinen ziemlich ähnlich. Als Geschiebe in nchen Flüssen Ceylons und Brasiliens.

5. Farbloser Turmalin (Achroit). Vollkommen wasserhell; det sich aber sehr selten in schleifwürdigen Exemplaren. In Krystallen von tener Schönheit zu San-Pietro auf Elba und im Dolomit von Campo-Longo t St.-Gotthard.

6. Brauner Turmalin. Von gelblich-, röthlich-, ieber- oder wärzlichbrauner Farbe; durchsichtig bis kantendurchscheinend. Als Schmuckin nicht brauchbar, wohl aber sind es die besten für die Turmalinzangen, nn selbst sehr klare geben im Dichroskop schon ein opakes Bild. Sie finden h außer in Ceylon auch sehr ausgezeichnet in den Talk- und Chloritschiefern r Alpen (Zillerthal), worauf schon Müller im Jahre 1779 aufmerksam machte. ieselben sehen öfter im reflectirten Lichte ganz schwarz und opak aus, indeß gen das Sonnenlicht gehalten, oder mit dem Dichroskop untersucht, bekommt an ein durchsichtiges braunes Bild. Splitter parallel der Achse sehen schmus bouteillengrün aus, ein auffallender Dichroismus; da die Stücke sehr ckeln, kann man sich leicht davon überzeugen.

B. Gemeiner Turmalin.

§. 324. 7. Schwarzer Turmalin (Schörl). Kommt krystallit (oft in fußlangen Krystallen), derb und eingesprengt vor, erscheint häufig ngelig abgesondert, ist undurchsichtig, sammtschwarz und enthält mehr Eisen s der vorhergehende. Vor dem Löthrohre schmilzt er leicht und krümmt sich bei wurmförmig, doch wird die Schlacke wie beim Epidot schnell hart. Vorkommen außerordentlich häufig.

§. 325. Geschichtliches.

Der Turmalin ist unter seinem wissenschaftlichen Namen den Juwelieren d Steinschneidern wenig bekannt, obwol sie ihn unter andern häufig verbeiten, wie den rothen sibirischen, den sie oft als orientalischen Rubin verufen und wol auch kaufen, und den grünen brasilianischen. Erst im vorigen

Jahrhundert wurde er durch die Holländer bekannt, die ihn aus Ceylon nach Europa brachten. Gemeiniglich glaubt man, daß die erste gedruckte Nachricht davon diejenige sei, die in einer Abhandlung von Lémery in den Schriften der pariser Akademie vom Jahre 1817 („Histoire Acad. roy. scienc.". 1717. p. 7) vorkommt; aber schon zehn Jahre früher sind in deutschen Schriften die Eigenschaften des Steins vollständiger und richtiger, als dort geschehen ist, beschrieben. Die älteste Nachricht davon findet sich in einem merkwürdigen Buche: „Curiöse Speculationes bey Schlaf loser Nächten, — — von einem Liebhaber der Immer Gern Speculirt" (Chemnitz und Leipzig bey Conr. Stößeln, 1707. 857 Seiten in 8). Wo der Verfasser, der durch die Buchstaben J. G. S. angedeutet zu sein scheint, von den harzigen und glasartigen Körpern, welche gerieben leichte Sachen anziehen, redet und behauptet, daß diese Anziehung nicht magnetisch sei, sagt er:,

„Mir hat ohnlangst der curiöse Herr Daumius, jetziger wohlbestallter Stabs-Medicus bei der Kon. Polnischen und Churf. Sächs. am Rhein stehenden Miliz, erzählet, daß anno 1703 die Holländer einen aus Ostindien von Zeylon kommenden Edelstein, Turmalin oder Turmale. auch Trip genannt, zum erstenmal nach Holland gebracht hätten, welcher die Eigenschaft hatte, daß er die Turff-Asche auf der heißen oder glühenden Turff-Kohle, nicht allein wie ein Magnet das Eysen an sich ziehe, sondern auch solche Asche zu gleicher Zeit wieder von sich stoße, welches mit Lust zu sehen sei, denn bald ein wenig Asche darauf hüpfte, und gleichsam sich stellete, als ob es sich mit Gewalt in den Stein hineindrehen wollte, bald sprunge dargegen ein wenig wieder davon hinweg, als wollte es gleichsam von neuem ausholen, wieder darauf zu springen, und würde deswegen von den Holländern Aschentreder genannt; die Couleur sei Pomeranzenroth mit Feuer-Farbe erhöhet. Wenn der Turff kalt sei, so thäte dieser Stein gar nichts, und brauchte auch keine Wartung wie der Magnet. — - Ich habe darüber meine Speculationes, ob er nicht sowohl auf andern heißen Kohlen die Asche an sich ziehe und von sich stoße, als nur auf der brennenden Turff Kohle allein, und zweifle ich nicht, er werde, wenn er erhitzt ist, wohl mehr Dinge als Asche an sich ziehen."

In dem Verzeichniß der Naturaliensammlung von Paul Hermann (lebte im Jahre 1670—77 als Botaniker auf der Insel Ceylon), die im Jahr 1711 zu Leyden verkauft wurde, befindet sich unter den Edelsteinen ein Chrysolithus Turmale Zeylon. Ungeachtet keine weitere Nachricht beigefügt ist, so kann man doch nicht zweifeln, ob unser Turmalin gemeint sei. Man lernt daraus wenigstens, daß der Name mit dem Steine zugleich aus Ceylon zu uns gekommen ist, wie schon Watson bemerkt hat, und daß man das Mineral anfänglich für einen Chrysolith hielt.

Noch lange nachher müssen die Turmaline nur sparsam nach Europa ge-

kommen sein; denn als Muſschenbroek die bekannten vielen Versuche mit dem Magnet anstellte, kannte er den Turmalin, den er nach der pariser Nachricht noch für einen Magnet hielt, nicht, wie er selbst in der Vorrede zu seiner zuerst im Jahre 1724 gedruckten Abhandlung sagt. Ums Jahr 1740 haben dagegen schon deutsche Naturforscher Versuche mit dem Steine angestellt, um die wahre Ursache der Anziehung und Abstoßung zu entdecken. Man sieht dies in dem Artikel „Trip" in dem bekannten „Natur-Lexikon", welches oft mit Hubner's Vorrede gedruckt ist. Es heißt darin: „Die Ostindienfahrer hätten die Steine aus Ceylon nach Holland gebracht und sie daselbst den hochdeutschen Juden verkauft. Diese hätten sie dünner schneiden lassen und der Preis sei bald auf 8 und 10 holländische Gulden gestiegen. Sie zögen nicht allein Asche, sondern auch metallische Kalke an sich, und zwar am stärksten und leichtesten diejenigen, welche durch Salmiak oder dessen Geist gemacht wären. Die Anziehung erfolge nur nach einer mäßigen Erwärmung; denn weder ein kalter noch ein sehr heißer Stein habe diese Wirkung, die der Verfasser **ex fundamento sulphuris martialis congeniti** herleitet."

Der erste, der den Einfall hatte, die Wirkung des Aschenziehers von dem elektrischen Fluidum herzuleiten, war Linné; denn in der Vorrede zur „Flora Zeylanica" (Holm 1747), S. 8, wo er die Producte der Insel aufzählt, nennt er den Turmalin den Lapis electricus, den er damals noch nicht gesehen hatte.

Was Linne nur vermuthet, bewies Aepinus im Jahre 1757 zu Berlin durch genaue Untersuchungen und Versuche, als er zugleich mit Wilke das Verhalten der beiden entgegengesetzten Elektricitäten zu erforschen bemuht war. Hauy deutete dann bereits auf den Zusammenhang der Krystallform mit dieser Eigenschaft hin. In neuern Zeiten haben sich Köhler, Hankel und G. Rose (Poggendorf's „Annalen", XXXIX, 285, Abh. der berl. Akad. der Wissensch., 1843, 65) der Untersuchung zugewendet, durch welche die oben angeführten Resultate uber die elektrischen Eigenschaften des Turmalins aufgestellt worden sind.

§. 326. Bearbeitung, Anwendung und Werth der Turmaline.

Man schleift den Turmalin auf einer Scheibe von Messing oder Blei mit Schmirgel und polirt ihn auf einer zinnernen mit Tripel. Den rothen und grünen Varietäten gibt man den Treppen- oder Tafelschnitt. Die übrigen werden in verschiedenen Formen geschliffen; die undurchsichtigen schleift man gewohnlich unten platt und oben mit Facetten. Beim Schleifen der Turmaline muß man auf die obenerwähnte Eigenschaft derselben Rücksicht nehmen, daß gewisse Krystalle nur in der Richtung quer auf die Hauptachse durchsichtig sind, schief oder parallel der Hauptachse aber trub erscheinen. Die Tafel muß daher

allemal parallel mit der Achse der Grundform geschnitten werden, damit sie durchsichtig bleiben.

Bei reiner Farbe faßt man den Turmalin à jour, sonst aber gibt man ihm eine derselben entsprechende Folie; den elektrischen Schörl faßt man bisweilen wol auch so, daß man ihn aus der Fassung nehmen und Versuche mit ihm anstellen kann.

Man verwendet die Turmaline meist zu Ring- und Nadelsteinen und andern Schmuckgegenständen; auch liefern die durchsichtigen Varietäten die Platten zu den Polarisationsapparaten.

Der Werth der Turmaline richtet sich nach Farbe, Reinheit und Größe. Am höchsten steht der Siberit im Ansehen und ein Stein dieser Art wird bei 5 Linien Länge und entsprechender Breite mit 70 — 200 Rubeln bezahlt, noch größere von 9 — 12 Linien kosten, wenn sie rein und schön von Farbe sind, wol 1 — 2000 Rubel. In Paris wurden für einen en cabochon geschliffenen, sehr schönen Siberit 600 Fr. geboten, er aber nicht um diesen Preis verkauft.

Karatsteine der andern Arten kauft man um 3 — 4 Fl. Am meisten wird der grüne verarbeitet, der in Partien mit 2 — 3 Fr. das Karat bezahlt wird. Ein dunkelgrüner Turmalin von 6 Linien Länge und 4 Linien Breite wurde in Paris für 80 Fr. und ein hellgrüner von gleicher Größe um 46 Fr. gekauft. Ein dritter endlich, wie die beiden vorhergehenden aus der reichen Sammlung des Marquis de Drée stammend, von 10 Linien Länge und

muschelig bis uneben. Er ist spröde. Härte 5,5 — 6,0. Spec. Gewicht — 2,0 2,1. Er ist halbdurchsichtig in höherm und geringerm Grade, stark glänzend, von einem Glasglanze, der sich dem Wachsglanze nähert und milchblau von Farbe, aber aus der trüb durchscheinenden Masse leuchten spielend die brennendsten Regenbogenfarben, worunter sich besonders grün, roth und blau auszeichnen. Die milchige Trübe und das Farbenspiel ist offenbar erst Folge von Veränderung, denn es gibt Stücke von großer Klarheit, die sich dann allmählich trüben und zuletzt undurchsichtig (gemeiner Opal) werden. Hauy suchte das Farbenspiel durch kleine Risse und Sprünge im Innern zu erklären, andere leiten es von der ungleichen Vertheilung größerer und kleinerer Blasenräume her, die mit Wasser erfullt seien. Nach Brewster entstehen die farbigen Flächen unter dem Mikroskope aus parallelen Reihen von Poren, oder kleinen Lücken in krystallinischer Anordnung, welche an die Streifen der Sapphir- und Kalkspathkrystalle erinnern. Sie sind ohne Zweifel entstanden bei dem Processe, wodurch unter besondern Verhältnissen der Quarz durch Hitze in den edeln Opal verwandelt worden ist. Eine Farbenverschiedenheit ist bedingt durch die Größe der Poren und durch die Schiefe der Richtung, welche die äußere Oberfläche in Bezug auf jene Porenfläche zufällig hat.

Seiner chemischen Zusammensetzung nach besteht der edle Opal aus 90 Proc. amorpher Kieselsäure und 10 Proc. Wasser. Vor dem Löthrohre zerspringt er, schmilzt zwar nicht, büßt aber seine Durchscheinenheit und zum Theil auch seinen Glanz ein. Im Kolben gibt er Wasser. In Kalilauge lost er sich vollständig auf. Man kann ihn als eine natürlich gebildete und allmählich erstarrte Kieselgallerte betrachten, die einen Theil ihres Wassers beibehalt.

§. 328. Vorkommen und Gewinnung.

Das Vorkommen des edeln Opals, welcher in der Bijouterie benutzt wird, ist lediglich auf Ungarn beschränkt. Er führt zwar den Namen orientalischer Opal, kommt aber nirgends im Orient vor. Diese Bezeichnung rührt nur daher, daß in frühern Zeiten die türkischen und griechischen Kaufleute ihn aus Ungarn nach dem Orient brachten, von wo er über Holland erst wieder als orientalische Waare nach Europa geschickt wurde.

Die ältesten Opalgruben Ungarns sind wahrscheinlich die sogenannten „funfzig Gräber", zahllose alte, bisjetzt nicht gereinigte Schachte in einem Thale von *Czerwenitza, wo gegenwärtig der edle Opal nicht mehr gesucht wird. Im Mittelalter war das Gebiet der Opalbrüche im Besitze von Privaten; später wurde es vom Fiscus eingezogen und die Gewinnung der Edelsteine verpachtet. Erst in neuester Zeit fing man an, den Betrieb der Grube nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu leiten, ein geregelter Firsten und Sohlen

abbau wurde eingeführt und dadurch die Erforschung der geognostischen Verhältnisse des edeln Opals möglich gemacht.

Die Bergkette, in der die Opalgruben sich finden, besteht aus Trachytgebilden. Von diesen wird das große Steinsalzlager bei Sovar durchbrochen. Im sogenannten „finstern Walde" setzen blei-, silber- und goldhaltige Gänge im Trachytgebiete auf. In der Nähe des czerwenitzaer Districts kommen Spuren von Quecksilber vor. An der Grenze des sároser Comitats, dicht am Fuße des höchsten Berges dieser Gegend, des Simonka, ist die Lagerstätte des edeln Opals. Man hatte auf mehreren Bergspitzen und Erhöhungen nach dem Mineral gesucht, jedoch vergebens; nur zwei Stellen zeigten sich ergiebig, die Berge Simonka und Libanka. Daß der opalführende Trachyt die Gesetze des Streichens und Fallens wahrnehmen lasse, folglich den Charakter einer gangartigen und nicht einer wagerechten Ablagerung an sich trage, ist außer Zweifel und ebenso gewiß, daß die Opalmasse, sowol jene des edeln als die des gemeinen, ursprünglich im flüssigen Zustande die Höhlungen der Trachytader ausfüllte. Dafür sprechen die im Opal selbst vorhandenen horizontalen Linien und Schichtungsflächen, die Zeichen allmählichen Absatzes. Noch mehr bestätigt wird die Ansicht durch eine allerdings seltene Erscheinung, die sich alsdann darbietet, wenn die Trachythöhle so groß war, daß sie von der Opalmasse nicht ganz erfüllt werden konnte; hier findet man die Oberfläche stets horizontal. Edler Opal ist zerbrechlicher als gemeiner, mit dem er in Verbindung vorkommt; sein specifisches Gewicht ist dasselbe, daher wird er bald

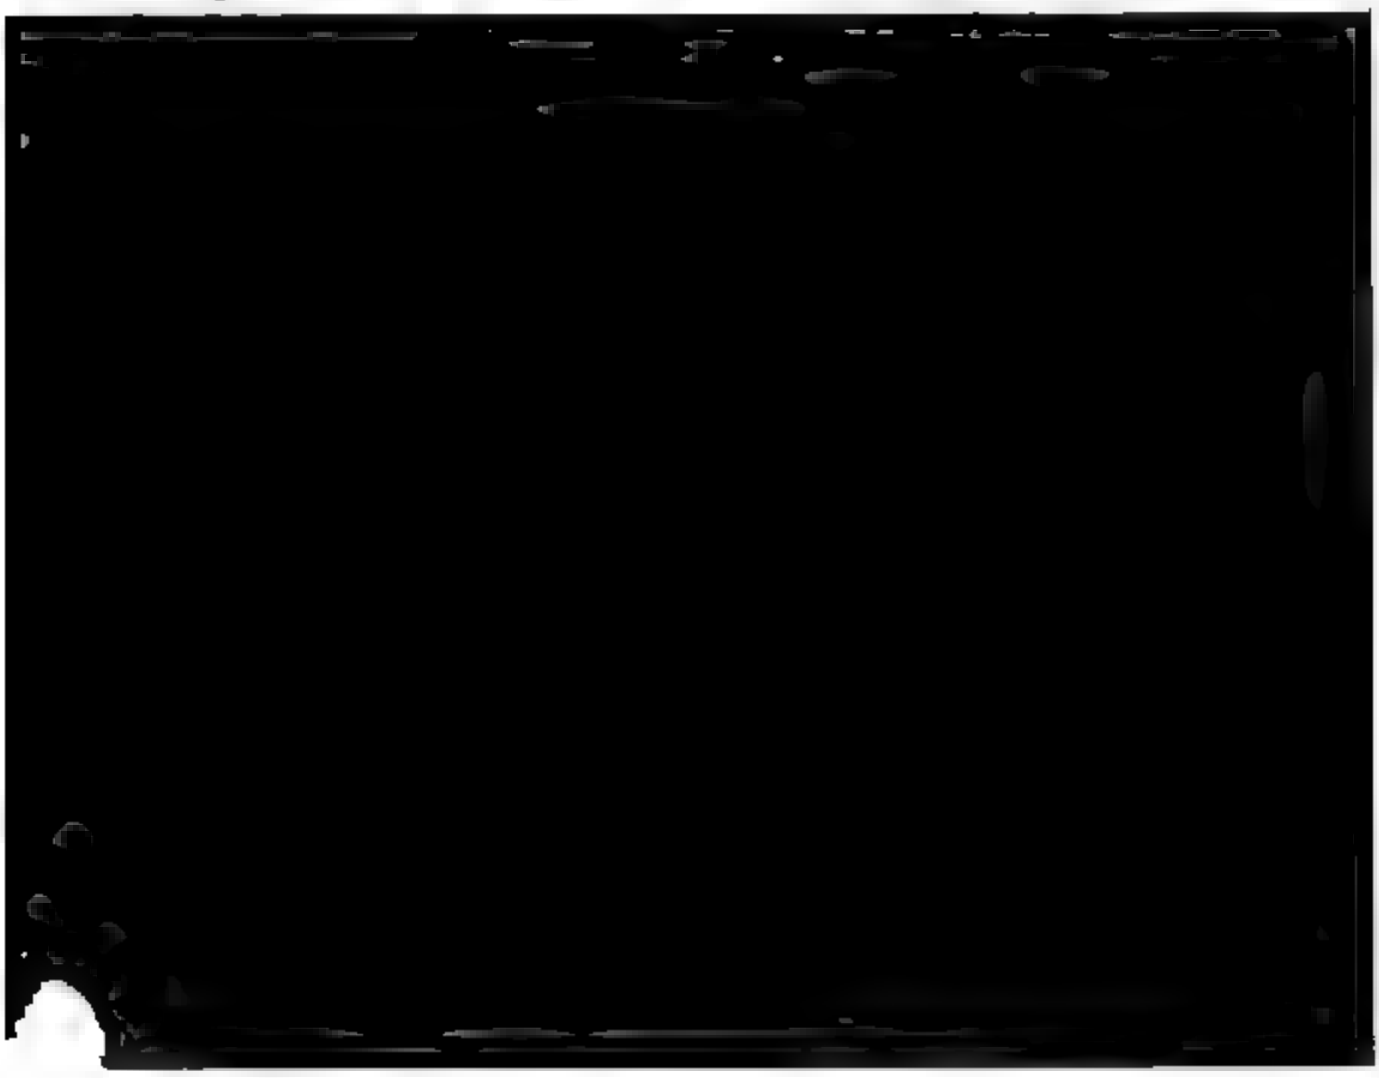

Guatemala. Provinz Honduras: Gracias a Dios, auf Gängen in trachytischem Trümmergestein.

Südaustralien: Am Mount Remarkable; das Farbenspiel desselben steht aber dem des ungarischen nach.

§. 329. Geschichtliches.

Bei den Alten stand der Opal in hohem Werthe. Schon Onomakritos, der Begründer der hellenischen Mystik (500 v. Chr.) spricht in seinem Lehrgedicht von dem schönen Opal, der die zarte Farbe eines liebreizenden Kindes habe, und Plinius bezeichnet das liebliche helle Farbenspiel voller Wandelung mit gewählten Worten, welche man kaum in entsprechender Kürze wiederzugeben vermag: „Man bemerkt an ihm das mildere Feuer des Rubin (carbunculus), den leuchtenden Purpur des Amethysts, das Meergrün des Smaragds, und alles dieses gleichmäßig in unglaublicher Mischung schimmernd. Einige meinen, daß die Summe seines schillernden Glanzes der armenischen Farbe in der Malerei gleiche, andere finden darin Aehnlichkeit mit der Farbe des brennenden Schwefels oder mit dem Feuer der brennenden Oellampe. An Größe gleicht der Opal einer Haselnuß; auch hat derselbe seine besondere Geschichte. Denn einer Gemme aus Opal wegen (welche noch zur Zeit des Plinius existirte) wurde der Senator Nonius von dem Triumvir M. Antonius ins Exil geschickt, welchem er entgehen konnte, falls er dem Genannten dieses kostbare Kleinod hätte überlassen wollen. Er zog das Exil mit seinem Opal dem Leben zu Rom ohne Opal vor. Obgleich derselbe nur die Größe einer Haselnuß hatte, so wurde er doch nach einer Lesart auf 800000 Thlr. geschätzt.“ Plinius schreibt dem edeln Opal allerdings ein ganz anderes Vaterland zu als die Ausläufer der Karpaten, denen sich die römischen Legionen nur von weitem näherten. Jedenfalls wurde aber auch damals in Ungarn noch nicht wirklicher Bergbau auf Opal betrieben, und es kam wahrscheinlich nur das, was zufällig unter der Erdoberfläche gefunden oder durch Wasser ausgewaschen worden war, in den Handel. Daß der edle Opal zu Intaglien und Cameen verwendet worden sein soll, ist sehr zu bezweifeln, wenigstens kennt man keine wahrhaft antiken Steine dieser Art. Das älteste Exemplar einer Intaglie in der Sammlung der kaiserlichen Bibliothek zu Paris ist ein ziemlich großer Opal, in den das Bildniß Ludwig's XIII., als er noch Kind war, eingegraben ist, und in der Sammlung der Orleans befand sich einer mit der Darstellung eines jugendlichen Kopfes, der angeblich Juba, den König Mauritaniens, vorstellen sollte.

Auch im Mittelalter wurde der Opal sehr geschätzt; nach Archivnachrichten waren im Jahre 1400 mehr als 300 Arbeiter zu Czerwenitza mit dem Abbau desselben beschäftigt, während es jetzt nicht viel über 30 sind. Von den

unzähligen Aberglauben aus jener Zeit will ich nur einen der unschädlichsten anführen: Blonde Mädchen trugen Halsgeschmeide von Opal, damit ihre blonden Haare nie ihre schöne Farbe verlören.

§. 330. Bearbeitung und Anwendung.

Der edle Opal wird auf einer bleiernen Scheibe mit Schmirgel geschliffen und auf einer hölzernen mit Tripel und Wasser polirt; zuletzt aber, um seinen Glanz zu erhöhen, reibt man ihn mittels eines Stücks sämisch gegerbten Leders mit Zinnasche oder mit einem wollenen Lappen und Englischroth (Colcothar).

Gewöhnlich gibt man ihm eine halbkugel-, linsen- oder eiförmige Gestalt, manchmal wird er aber auch tafelsteinartig geschnitten und dann mit drei- oder vierseitigen Facetten versehen, die aber wegen der Weichheit des Steins nicht zu scharf sein dürfen, indem sich die Kanten sonst leicht abnutzen.

Beim Fassen gibt man ihm eine gefärbte Folie, die bisweilen aus buntem Seidenzeug oder einer Pfauenfeder besteht; am besten aber nimmt er sich in einem schwarzen Kasten aus. Da er bei Licht nicht glänzt wie die Gemmen, so umgibt man ihn oft mit einem Kranz von Sapphiren oder Diamanten. Weil der edle Opal seiner geringen Härte wegen sich leicht abreibt, so bedeckt man auch häufig die Oberfläche desselben, um sie gegen das Abnutzen beim Gebrauche zu schützen, mit einem dünnen Krystallblättchen. Man hat

den Steinschneidern unter dem Namen Opalmutter (prime ou matrice Opale) zu Dosen, Ringsteinen und verschiedenen andern Gegenständen verarbeitet. Zuweilen taucht man die Opalmutter in Oel, und setzt sie dann einem gelinden Feuer aus, wodurch der Grund eine schwarze Farbe annimmt, der eigentliche Opal jedoch an seinem Farbenspiel nichts verliert, durch die flammenden Punkte auf dem schwarzen Grunde aber die ganze Masse ein ungemein schönes Ansehen gewinnt.

§. 333. Werth.

Im allgemeinen ist der edle Opal sehr geschätzt und gesucht und man rechnet ihn noch zu den eigentlichen Juwelen. Sein Werth bestimmt sich vorzüglich nach Größe und Schönheit des Farbenspiels; die roth und grün spielenden sind die theuersten. In neuerer Zeit ist der Werth des edeln Opals dadurch in etwas gestiegen, daß nur selten größere Stücke gefunden werden, und kleinere Stücke von schönem Farbenspiel werden schon mit 4—5 Louisdor bezahlt. Ehedem zahlte man für einen schönen, ins Rothe spielenden Mannssolitär 2—300 Dukaten, und kleinere Ringsteine kosten jetzt das Karat 6 — 10 Fl. Die Opalmutter ist dagegen bei weitem wohlfeiler und es werden Stücke von 5 Linien im Quadrat für 6—8 Fl. verkauft, während ein schöner ins Rothe und Grüne spielender Opal von gleicher Größe zu Paris um 2400 Fr. verkauft wurde. In Kaschau selbst wurde ein sehr schöner Opal von der Größe eines halben Kronthalers um 30000 Fl. feilgeboten.

Der schönste und größte Opal vom herrlichsten Farbenspiele und ohne Nebengestein, welcher existirt, befindet sich im k. k. Mineraliencabinet zu Wien. Derselbe ist $4^3/_4$ wiener Zoll lang, $2^1/_2$ Zoll dick und wiegt 34 wiener Loth. Er wurde in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in den Opalgruben von Czerwenitza gefunden. Sein Werth ist nicht leicht zu bestimmen und einige darum befragte Sachkundige wollten auch nicht einmal eine annähernde Angabe desselben machen; doch soll ein holländischer israelitischer Juwelenhändler eine halbe Million Fl. baaren Geldes dafür geboten haben, und dieser Preis erscheint nach dem Maßstabe des Verkaufwerdens kleinerer Opale und nach gewöhnlicher Schätzungsweise der Juweliere gar nicht zu hoch. Nach einer neuern Taxation von wiener Juwelieren wird er auf 700000 Fl. geschätzt. In der kaiserlichen Schatzkammer befindet sich ein geschnittener Opal von der Größe und Form eines Hühnereies, der vielleicht von dem Stücke im Mineraliencabinet stammt.

Unter den Kleinodien des französischen Kronschatzes befinden sich ebenfalls zwei durch ihre Größe und seltene Schönheit merkwürdige Opale. Der eine befindet sich in der Mitte des Ordens vom Goldenen Vlies und der andere

bildet die Agraffe des kaiserlichen Mantels. Sie wurden für 75000 Fr. angekauft. Ein dritter, von wundervoller Schönheit, welcher der Kaiserin Josephine gehörte und wegen seiner brennend rothen Strahlen der Brand von Troja genannt wurde, ist mit dieser verschwunden.

§. 334. Verfälschungen.

Wie alle werthvollen Edelsteine gern nachgeahmt werden, so geschieht dies auch beim edeln Opal; man verwendet hierzu theils Glasflüsse, die aber den echten an Schönheit und Farbenspiel nie gleichkommen und immer härter und schwerer als derselbe sind; theils wurde versucht, ihn dadurch nachzubilden, daß man Stücke von klarem, edlen oder gemeinen Opal auf eine Unterlage von farbenspielender Perlmutter oder bunter chinesischer Seide setzte, wodurch jene Stücke das Ansehen erhalten, als ob ihnen das Farbenspiel derselben eigen sei; dem Kenner kann jedoch dieser Betrug nicht lange verborgen bleiben.

Drittes Kapitel.

Schmucksteine dritten Ranges.

§. 335. Bilden schon den Uebergang zu den sogenannten Halbedelsteinen, da sie alle specifischen Merkmale der Edelsteine vereinigt zeigen. Härte zwischen 5,5 und 7,5. Gewicht meist über 2,5. Kieselerde ist vorherrschend (mit Ausnahme von Türkis). Werth im allgemeinen nicht sehr bedeutend

findet sich aber nur selten in deutlichen Krystallen, sondern meist eingesprengt, derb, in Geschieben und Körnern. Er ist nur unvollkommen spaltbar in der Richtung der Seitenflächen und der gerade angesetzten Endfläche, hat einen unvollkommen muscheligen Bruch, ein specifisches Gewicht = 2,5 — 2,7 und die Härte = 7,0 — 7,5. Er ist spröde, durchsichtig bis durchscheinend und glasglänzend, im Bruche aber ausgezeichnet fettglänzend. Zuweilen ist er farblos, meist aber gefärbt, indig- bis schwärzlichblau, violblau, bläulichgrau, blaulichweiß, gelblichweiß, gelblichgrau bis gelblichbraun. Ausgezeichnet ist er durch seinen Dichroismus; in der Richtung der Hauptachse erscheint er dunkelblau, in der Querrichtung gegen dieselbe gelblichgrau. Zuweilen läßt der Cordierit auch einen eigenen sternförmigen Lichtschein, ähnlich jenem des Sternsapphirs, wahrnehmen, besonders wenn er geschliffen ist. Durch Reiben erhält er Elektricität, durch Erwärmung soll er sogar polar-elektrisch werden.

Seiner chemischen Zusammensetzung nach besteht er aus Talkerde, Thonerde und Kieselerde, die immer mit etwas Eisenoxydul oder Manganoxydul gemengt sind ($3\,MgO, 2\,SiO_3 + 3[Al_2O_3, SiO_3]$, entsprechend 13,6 Talkerde, 35,0 Thonerde und 51,4 Kieselsäure). In Säuren ist er wenig löslich, vor dem Löthrohre schmilzt er nur schwierig an den Kanten, mit Kobaltsolution geglüht wird er blau oder blaugrau.

§. 337. Vorkommen.

* Ceylon, im Sande der Flüsse als Geschiebe mit Spinell, Sapphir und Turmalin. Vereinigte Staaten: Haddam (Connecticut), sehr ausgezeichnete Krystalle mit Granat in Granit. Norwegen: Arendal, auf Magneteisenlagerstätten in Gneis, mit Glimmer, Granat, Augit und Epidot. Spanien. Granada: Cabo de Gata, mit Granat, Spinell und Quarz, in einem blaulichen Thon; Granatillo bei Nijar, mit Granat in zersetztem Diorit. Baiern: Bodenmais, mit Eisenkies, Magnetkies und schwarzem Glimmer, bisweilen in schönen Krystallen in Granit.

§. 338. Bearbeitung, Anwendung, Preis und Verfälschung.

Der Cordierit wird in einigen Varietäten, wenn er rein und durchsichtig ist, zu Ring- und Nadelsteinen und andern Gegenständen des Luxus verwendet und zu dem Ende auf einer kupfernen Scheibe mit Schmirgel geschliffen und auf einer zinnernen mit Tripel polirt. Man schneidet ihn gewöhnlich en cabochon, oft auch, um seine eigenthümliche Lichterscheinung besser beobachten zu können, in Würfelform. Da er nicht sehr hart ist, so werden in denselben oft Intaglien geschnitten und diese dann zu theuer als Sapphire verkauft. Beim Fassen erhält er eine seiner Farbe entsprechende Folie, meist aber faßt man ihn à jour, weil man so die Veränderung seiner Farben besser zu beobachten vermag.

[redacted] hinsichtlich des Preises hat jedoch eine solche Verwechselung [redacted], da alle die Steine, welche man dem Vesuvian unter[redacted] einen ziemlich gleichen Werth mit ihm haben.

13. Chrysolith. [1])

[redacted] Chrysolith; Olivin [2]); Peridot. [3]) Franz. Olivin; Péridot ou [redacted]; engl. Chrysolite, Olivine; ital. Peridoto; Olivina.

§. 342. Eigenschaften.

Der Chrysolith krystallisirt im rhombischen Systeme. Die Grundform ist [redacted] rectanguläre Säule, welche durch Abstumpfung der Kanten und [redacted]fung der Endflächen mannichfach modificirt ist und deren Seitenflächen [redacted] parallel gestreift erscheinen. Er findet sich eingewachsen oder lose, auch in Fragmenten und Körnern, derb in körnigen Aggregaten und eingesprengt. Die Spaltbarkeit ist ziemlich vollkommen in der Richtung der Abstumpfungsflächen der scharfen Seitenkanten. Der Bruch ist muschelig. Härte = 6,5 — 7. Specifisches Gewicht = 3,3 — 3,5. Er hat starke doppelte Strahlenbrechung und ist durchsichtig bis durchscheinend mit Fett- bis Glasglanz. Die Farbe ist olivengrün bis spargelgrün und pistaziengrün, auch gelb und braun.

Der Chrysolith besteht aus kieselsaurer Talkerde mit Eisenoxydul ($3\,MgO$, FeO, SiO_2). Vor dem Löthrohre ist er unschmelzbar, mit Ausnahme der sehr eisenreichen Varietäten; mit Phosphorsalz gibt er die Reactionen auf Eisen und Kieselerde; mit Borax schmilzt er zu einem blaßgrünen, durchsichtigen Glase; von Schwefelsäure wird er leicht und vollständig zersetzt, nach Berzelius auch von Salzsäure.

§. 343. Man unterscheidet folgende drei Varietäten:

A. Edler Chrysolith.

In Krystallen und Körnern. Bruch vollkommen muschelig. Schön pistaziengrün, ins Spargel- und Olivengrüne. Durchsichtig. Meist lose in abgerundeten Körnern im Schuttlande, selten in Basalt eingewachsen.

* Pegu, * Ceylon und * Brasilien als Geschiebe und in losen Krystallen im Sande der Flüsse; * Oberägypten östlich von Esne; Natolien; im Basalt vom Kozakow in Böhmen; auf den Farörn.

---

1) Von χρυσός, Gold, und λίθος, Stein.

2) Von der Olivenfarbe.

3) Wahrscheinlich ein orientalischer Name, bei französischen Juwelieren gangbar (qui a deux péridots en a trop).

Die chemische Zusammensetzung ist ziemlich dieselbe wie beim Granat, ch weniger schwankend. Hauptbestandtheile sind Kalk-, Thon- und Kieselerde t Eisen- und etwas Manganoxyd (3 [3 Ca O, Si O_3] + 2 [Al_2 O_3, Si O_3] tsprechend 43,3 Kalkerde, 17,7 Thonerde, 39,0 Kieselerde). Vor dem Löthhre schmilzt er leicht und unter Aufschäumen zu einem gelblichgrünen oder unlichen Glase; mit Borax und Phosphorsalz gibt er Eisenfarbe und in sterm ein Kieselskelet; von Salzsäure wird er roh nur unvollständig, nach rheriger Schmelzung vollständig zersetzt, unter Abscheidung von Kieselgallerte.

§. 340. Vorkommen.

Vom Schwarzbraun bis ins Honiggelbe kommen sie am *Vesuv vor; ungrün sind die prachtvollen ringsum ausgebildeten Krystalle vom Wilui-ß, wo sie mit Grossular entdeckt wurden, durchscheinend, der zu Eger bei ngsberg, zuweilen in vollständiger quadratischer Säule mit Gradendfläche. asgrüne kommen häufig aus dem Serpentin der *Mussaalp in Piemont, werden in Turin verschliffen und können dann leicht mit Diopsid, Olivin, idot verwechselt werden. Wachsgelbe mehr als zollgroße mit vorherrschenden taëderflächen brechen am Monzoniberge im Fassathal. An andern Punkten s Fassathals finden sich auch ringsum gebildete Krystalle von zirkonartiger rbe. Egeran nannte Werner die braunen, stark gestreiften Strahlen von ißlau bei Eger in Böhmen; ähnliche Strahlen, aber mehr in dicken, rieen Krystallen finden sich zu Egg bei Christiansand. Cyprin des Berzelius t rothem Thulit im Quarz von Souland bei Tellemarken hat durch Kupferyd eine schöne himmelblaue Farbe bekommen.

§. 341. Bearbeitung, Preis und Verfälschungen.

Die durchsichtigen oder stark durchscheinenden, schön grün und braun gerbten Varietäten werden namentlich in Turin und Neapel zu Ring- und adelsteinen verschliffen. Es geschieht dies auf einer bleiernen Scheibe mit chmirgel, während man ihnen auf einer hölzernen mit Tripel die Politur gibt. r erhält den Brillant-, Tafel- oder Treppenschnitt. Ist er ganz rein, so ßt man ihn à jour, im entgegengesetzten Falle erhält er eine seiner Farbe ngemessene Unterlage.

Im Handel wird er unter dem Namen vesuvische Gemme (Gemme u Vésuve), auch als Chrysolith und Hyacinth verkauft, was besonders in talien der Fall ist. Der Preis, in welchem der Idokras steht, ist nicht hoch, uch ist er noch zu wenig bekannt.

Man kann den Vesuvian mit manchen Varietäten des Chrysoliths verechseln und ebenso mit grünem Granat, doch ist letzterer härter und schwerd auch der Chrysolith hat ein größeres Eigengewicht, sowie meist eine

haftere Farbe. Hinsichtlich des Preises hat jedoch eine solche Verwechselung nicht viel zu bedeuten, da alle die Steine, welche man dem Vesuvian unte schieben könnte, einen ziemlich gleichen Werth mit ihm haben.

13. Chrysolith. [1])

Syn. Prismatischer Chrysolith; Olivin [2]); Peridot. [3]) Franz. Olivin; Péridot ou Chrysolithe; engl. Chrysolite, Olivine; ital. Peridoto; Olivina.

§. 342. Eigenschaften.

Der Chrysolith krystallisirt im rhombischen Systeme. Die Grundform ist die gerade rectanguläre Säule, welche durch Abstumpfung der Kanten und Zuschärfung der Endflächen mannichfach modificirt ist und deren Seitenflächen meist parallel gestreift erscheinen. Er findet sich eingewachsen oder lose, auch in Fragmenten und Körnern, derb in körnigen Aggregaten und eingesprengt. Die Spaltbarkeit ist ziemlich vollkommen in der Richtung der Abstufungsflächen der scharfen Seitenkanten. Der Bruch ist muschelig. Härte = 6,5 — 7. Specifisches Gewicht = 3,3 — 3,5. Er hat starke doppelte Strahlenbrechung und ist durchsichtig bis durchscheinend mit Fett- bis Glasglanz. Die Farbe ist olivengrün bis spargelgrün und pistaziengrün, auch gelb und braun.

Der Chrysolith besteht aus kieselsaurer Talkerde mit Eisenoxydul ($3\,MgO\,FeO, SiO_3$). Vor dem Löthrohre ist er unschmelzbar, mit Ausnahme der sehr eisenreichen Varietäten; mit Phosphorsalz gibt er die Reactionen auf

B. Gemeiner Chrysolith (Olivin).

Meist derb von eckigkörniger Absonderung, in rundlichen Stücken und Körnern, selten krystallisirt; Bruch unvollkommen muschelig; oliven-, spargel-, ölgrün bis isabellgelb, ockergelb, gelblichbraun; halbdurchsichtig bis schwach durchscheinend.

In Basalt, Lava, Meteoreisen u. s. w. am Habichtswald bei Kassel, bei Fulda u. s. w. in der Eifel, am Rhön- und Vogelsgebirge, in Böhmen, Schlesien, Tirol, Sachsen, Steiermark, Frankreich, Schottland, am Vesuv, Aetna, auf Teneriffa, in einem Obsidian aus Mexico (sogenannter krystallisirter Obsidian, in Meteoreisen aus Sibirien und von Otumpa in Peru u. s. w.

C. Eisenchrysolith (Hyalosiderit).

In sehr kleinen eingewachsenen Krystallen, derb, eingesprengt; Bruch muschelig; Härte und specifisches Gewicht etwas geringer als bei den vorigen; gelblichbraun, röthlichbraun; äußerlich mit halbmetallischen Farben anlaufend; an den Kanten durchscheinend; 29 — 30 Proc. Eisen enthaltend.

Im Mandelstein bei Sasbach und Ihringen am Kaiserstuhl im Breisgau und in einem Doleritgange bei Freiburg.

§. 344. Bearbeitung, Preis und Verfälschungen.

Der Chrysolith wird auf einer kleinern Scheibe mit Schmirgel geschliffen und auf einer zinnernen mit Tripel oder Vitriolöl polirt, zuweilen reibt man ihn zuletzt noch mit etwas Baumöl, wodurch seine Farbe sehr erhöht wird. Dieses Mittel wendet man auch an, wenn die Politur des Steins durch den Gebrauch gelitten hat, und sie stellt sich dadurch wieder vollkommen her. Man gibt dem Chrysolith gewöhnlich die Form von Rosetten- oder Tafelsteinen, zuweilen aber auch den Treppenschnitt und den en cabochon. Beim Fassen erhält er eine Goldfolie; sehr blasse aber setzt man auf eine grüne Kupferfolie, und dunklern Chrysolithen kann man durch vorsichtiges Glühen eine hellere Farbe geben. Er wird namentlich zu Ring- und Nadelsteinen, aber auch zum Besetzen von Hals- und Uhrketten verwendet.

Der Chrysolith verdankt den Rang, den er unter den Edelsteinen einnimmt, mehr seiner freundlich pistaziengrünen Farbe und dem Umstande, daß er meist rein gefunden wird, als seiner Härte, die manchmal unter jene des Bergkrystalls herabsinkt. Wegen der geringen Härte, infolge deren er sich sehr leicht abnutzt und die Politur verliert, steht er in keinem hohen Werth- es existirt daher im Munde der französischen Steinschneider das Qui a deux péridots, en a un de trop. Im allgemeinen mit 4 — 5 Fl. bezahlt und ein Chrysolith von 11 Linien Lä

Breite wurde in Paris für 120 Fr. verkauft, während ein anderer von 9½ Linien Länge und 7⅓ Linien Breite nur 100 Fr. galt. Einer der größten Chrysolithe ist der in der Heuland'schen Sammlung zu London; er ist von der Größe eines Zolls bei vollkommener Reinheit.

Der Chrysolith ist härter als Apatit, Epidot und Diopsid, welche ihm zuweilen untergeschoben werden.

14. Axinit. [1])

Syn. Thumerstein [2]); Thumit; Glasstein; prismatischer Axinit; Glasschörl; Axtschörl. Franz. Axinite; engl. Thumerstone.

§. 345. Eigenschaften.

Der Axinit krystallisirt im triklinoedrischen Systeme. Die Hauptform ist eine schiefe rhomboidische Säule von 115° 39′ mit einer sehr schief angesetzten Endfläche. Die Krystalle sind theils aufgewachsen, theils zu Drusen vereinigt; auch kommt er derb in schaligen und breitstrahligen Aggregaten vor. Die Spaltbarkeit ist sehr unvollkommen parallel dem einen Paare der Seitenflächen, welches mit der schiefen Endfläche einen Winkel von 134° 48′ macht, parallel dieser Endflächen selbst und den Abstumpfungsflächen der beiderlei scharfen Endkanten. Bruch muschelig. Härte = 6,5 — 7. Specifisches Gewicht = 3,0 — 3,3. Er ist nelkenbraun bis rauchgrau und pflaumenblau, durchsichtig bis kantendurchscheinend, glasglänzend und zeigt ausgezeichneten Trichroismus. Durch Reiben wird er + elektrisch, durch Erwärmung pola-

den Zwillingen von Bergkrystall, Epidot und Prehnit. In Sachsen und auf dem Harze finden wir sie auch in derben krystallinischen Massen, die mit Prehnit Gänge im Grünstein bilden.

Anwendung. Der Axinit ist bisjetzt noch sehr selten als Schmuckstein angewendet worden, obgleich er eine schöne Politur annimmt, auch in reinen Stücken zuweilen recht schöne Färbung wahrnehmen läßt. Er laßt sich zu Ring- und Nadelsteinen und andern kleinen Bijouteriegegenständen gebrauchen und wird hierzu auf ähnliche Art wie der Opal verarbeitet.

15. Cyanit.[1])

Syn. Disthen[2]); prismatischer Disthenspath; Sappare; blauer Schörl; blauer Talk; Sapphirspath, Riemenspath; Riementalk; blatteriger Beryll; Rhätizit[3]); Franz. Disthène; engl. Kyanite; ital. Disteno.

§. 346. Eigenschaften.

Der Disthen krystallisirt im monoklinoedrischen System. Die Krystalle, welche meist langgestreckte, breite Säulen bilden, finden sich meist einzeln eingewachsen. Die breiten Säulenflächen sind gewöhnlich horizontal, die schmalen vertical gestreift. Auch kommt der Cyanit derb in stengeligen Aggregaten, welche oft krumm- und theils radical-, theils verworrenstengelig sind, vor. — Die Structur ist vollkommen blätterig parallel den breiten Seitenflächen, weniger vollkommen parallel den schmalen Seitenflächen der Säule, unvollkommen parallel der Endfläche. Der Bruch ist uneben. Härte = 5 — 7; dieselbe ist auf den verschiedenen Flächen verschieden, am härtesten ist er an den Kanten und Ecken. Specifisches Gewicht = 3,5 - 3,7. Er findet sich zwar auch farblos, meist aber gefärbt, blaulich weiß, berlinerblau bis himmelblau, seladongrün, gelblichweiß bis ockergelb, röthlichweiß bis ziegelroth, graulichweiß bis schwärzlichgrau. Auf den vollkommenen Spaltungsflächen zeigt er Perlmutterglanz, sonst aber Glasglanz; durchsichtig bis kantendurchscheinend. Erwärmte Bruchstücke phosphoresciren mit bläulichem Lichte. Durch Reibung erlangt er an den verschiedenen Flächen eines Krystalls bald + Elektricität, bald — Elektricität. Hängt man einen Krystall an einem Coconfaden in einer Papierschleife auf, so stellt er sich mit Declination und Inclination wie eine Magnetnadel (Poggendorf's „Annalen", LXXVII, 448), „er ist eine wahre Kompaßnadel und richtet dabei immer dasselbe Ende nach Norden!" Zu diesem in-

---

1) Von κύανος, blau, wegen seiner kornblumenblauen Farbe.

2) Von δίς und σθένος von zweierlei Kraft, in Beziehung auf das bald positive, bald negative elektrische Verhalten, auch wegen der zweierlei Härte auf den Spaltungsflächen.

3) Vom alten Rhätien (Tirol).

teressanten Experiment gehört jedoch eine vorsichtige Wahl der Individuen, bei allen glückt es nicht.

Er besteht aus kieselsaurer Thonerde ($3\,Al_2O_3$, $2\,SiO_3$ mit 37,6 Kieselerde und 62,4 Thonerde). Vor dem Löthrohre ist er unschmelzbar, brennt sich aber weiß; in Phosphorsalz ist er auflöslich mit Hinterlassung eines Kieselskelets; mit Kobaltsolution stark geglüht färbt er sich blau. Säuren sind ohne Wirkung auf ihn.

Man unterscheidet als Varietäten Cyanit (breitstengelig und blau gefärbt) und Rhätizit (schmalstengelig und nicht blau gefärbt).

Vorkommen. Der Disthen, den man besonders in Glimmerschiefer, Talkschiefer und Gneis, auch in Granit, Granulit und krystallinischem Kalkstein eingewachsen findet, erscheint zuweilen in reichlicher Menge, aber sehr selten in schleifwürdigen Exemplaren. Unter den zahlreichen Fundorten sind bekannt * Cheronico am St.-Gotthard, der Greiner und das * Pfitschthal in Tirol, der Bacher in Steiermark, die Saualpe in Kärnten, Petschau in Böhmen, Penig in Sachsen, Bodenmais, Hof, Aschaffenburg in Baiern, Bernstein in Mähren, Sebes in Siebenbürgen u. a. m.

§. 347. Verarbeitung und Preis.

Der Cyanit ist schon seit längerer Zeit als Schmuckstein bekannt, wenn auch unter andern Namen. Schon zu Jakob's IV. (1600) Zeiten von Schott

16. Staurolith.[1])

Syn. Grenatit[1]); baseler Taufstein[1]); prismatoidischer Granat; Staurotide; Grenatite

§. 348. Der Staurolith krystallisirt im rhombischen Systeme und hat zur Grundform die gerade rhombische Säule von 129° 20′; Krystalle kurz- und dick-, oder lang- und breitsäulenformig; eingewachsen; Zwillingskrystalle sehr häufig, als Durchkreuzungszwillinge nach zwei verschiedenen Gesetzen, indem sich die Hauptachsen beider Individuen entweder fast rechtwinkelig, oder fast unter 60° schneiden, Fig. 175 und 176. — Spaltbarkeit vollkommen parallel den Abstumpfungsflächen der scharfen Seitenkanten, unvollkommen parallel den Flächen der rhombischen Säule; Bruch muschelig oder uneben splitterig; Härte = 7,0 — 7,5; specifisches Gewicht = 3,52 — 3,75. Farbe röthlichbraun bis schwärzlichbraun; Glasglanz; durchscheinend bis undurchsichtig. — Hauptbestandtheile sind Thonerde, Eisenoxyd und Kieselerde ($2\,Al_2, Fe_2\,O_3 . Si\,O_3$, doch auch oft mit mehr Kieselerde, was von Beimengungen herrühren mag); er enthält 44 — 45 Proc. Thonerde, 15 — 18 Proc. Eisenoxyd und 28 — 40 Proc. Kieselerde. Vor dem Löthrohre selbst in Splittern nicht schmelzbar, in Borax und Phosphorsalz nur sehr schwer aufzulösen; Salzsäure ist ohne Wirkung, Schwefelsäure bewirkt nur eine theilweise Zersetzung. — Im Glimmerschiefer am St.-Gotthard, im Département de Finistère in Frankreich, bei San-Jago di Compostella in Spanien u. a. O.

Der Staurolith wird wie der Granat verarbeitet, findet jedoch, da er nur sehr selten in schleifwürdigen Exemplaren vorkommt, nur wenig Anwendung in der Bijouterie.

17. Andalusit.[2])

Syn Prismatischer Andalusit; Micaphyllit; Stanzait; Feldspath apyre; Andalousite.

§. 349. Der Andalusit krystallisirt im rhombischen Systeme; Grundform eine rhombische Säule von 91° 30′; die Krystalle zum Theil groß, säulenförmig, auf- und eingewachsen; auch radialstengelige und körnige Aggregate. —

---

1) Von σταυρός, Kreuz, und λίθος, Stein, auf die kreuzförmigen Zwillinge anspielend; Aldrovand und später de Lamethérie bedienen sich bereits dieses Namens, welchen Hauy in Staurotide änderte. L'Isle („Cristall.", II, 434) heißt ihn Schorl cruciforme ou pierre de croix; Cronstedt („Miner.", §. 75) baseler Taufstein. „Er gleichet einem Kreuze und wird deswegen von den Katholiken getragen und lateinisch lapis crucifer genennet." Wegen der rothen Granatfarbe hat man die vom St.-Gotthard auch Granatoid genannt.

2) Von Bournon im Jahre 1789 Spath adamantin d'un rouge violet genannt, die Stücke stammten vom Gebirge Forez; Lamétherie soll ihn von Andalusien in Spanien erhalten haben, woher der Name.

Spaltbarkeit ziemlich vollkommen parallel den Seitenflächen der Grundform, unvollkommen parallel den Abſtumpfungsflächen der ſchärfern und ſtumpfern Seitenkanten; Bruch unvollkommen muſchelig, uneben und ſplitterig; Härte = 7,0 — 7,5; ſpecifiſches Gewicht = 3,1 — 3,2; ſtets gefärbt; meiſt trübe grüne, röthliche und graue Farben; Glasglanz, ſelten ſtark; meiſt durchſcheinend bis kantendurchſcheinend, ſelten durchſichtig und dann mit deutlichem Trichroismus. — Hauptbeſtandtheile Thonerde und Kieſelerde ($3\,Al_2\,O_3$, $2\,Si\,O_3$ = 63 Thonerde und 37 Kieſelerde). Vor dem Löthrohre iſt er unſchmelzbar; mit Kobaltſolution geglüht wird er blau; Säuren ſind ohne Wirkung.

Auf Gängen und eingewachſen oder in Druſenräumen aufgewachſen in Granit, Gneis, Glimmerſchiefer, wie zu Liſenz in Tirol, Iglau, Goldenſtein in Mähren, Landeck in Schleſien, Penig, Bräunsdorf in Sachſen, Herzogau, Bodenmais in Baiern, in *Braſilien, woher die durchſichtigen grünen kommen.

Nur die durchſichtigen grünen Andaluſite aus Braſilien werden bisweilen verſchliffen.

18. Chiaſtolith. [1])

§. 350. Der Chiaſtolith kryſtalliſirt im rhombiſchen Syſteme. Die Grundform iſt eine rhombiſche Säule von 91° 50′ mit einer auf die ſtumpfen Seitenkanten aufgeſetzten Endzuſchärfung von 120°. Die Kryſtalle ſind lang ſäulenförmig, in der Achſe und zum Theil auch im Innern der Seitenkanten und in ſchmalen Streifen in der Richtung der Diagonalen der beiden Säul

Fußlänge und zwei Zoll Dicke erreichen, verschliffen und wegen seiner Kreuzfigur seit langer Zeit als Amulet getragen.

19. Pistazit.

Syn. Epidot; Zoisit.

§. 351. Der Pistazit krystallisirt im monoklinoëdrischen Systeme. Er findet sich meist in sechsseitigen Säulen, die mit zwei Flächen zugeschärft sind, doch kommt er auch in Zwillingen, derb und eingesprengt in stengeligen, körnigen, dichten und erdigen Aggregaten, in Trümern und als Ueberzug vor. Bruch muschelig bis uneben und splitterig; Härte = 6 — 7; specifisches Gewicht = 3,2 — 3,5; meist mehr oder weniger dunkel pistazien- bis olivengrün; Glasglanz, auf Spaltungsflächen demantartiger, nimmt daher eine sehr schöne Politur an; durchsichtig bis kantendurchscheinend. — Bestandtheile sind kieselsaure Thon- und Kalkerde mit Eisen- und Manganoxyd. Vor dem Löthrohre schmilzt er nur an den äußersten Kanten und schwillt dann zu dunkelbraunen, staudenförmigen Massen an, welche nicht vollständig in Fluß zu bringen sind; mit Borax schmilzt er zu einem grünen Glase, mit Phosphorsalz unter Hinterlassung eines Kieselskelets; von Säuren wird er nicht angegriffen. — Findet sich ausgezeichnet zu Arendal in Norwegen, ferner am St.-Gotthard, bei Floß in der Oberpfalz, in Sachsen, am Harz, in Tirol u. s. w. Bearbeitet und verwendet wird der Epidot wie der Chrysolith und kommt ihm auch im Werthe ziemlich nahe.

20. Türkis. [1])

Syn. Kalait; Johnit; Agaphit; Peganit; echter oder Mineraltürkis. Franz. Turquoise; engl. Calaite; ital. Turchina; russ. Biriusa; pers. Fisure; Besoar; Bisoura.

§. 352. Man kennt den Türkis nur derb und unkrystallinisch, höchstens in traubigen Ueberzügen, kleinen Geröllen, nierenförmig, stalaktitisch, in Trümmern oder Adern. Sein Bruch ist muschelig bis uneben. Härte = 6. Specifisches Gewicht = 2,62 — 2,8. Die schönste Farbe des Türkises ist ein reines Himmelblau, was nach mehr oder minder günstiger Beleuchtung lebhafter oder schwächer erscheint, aber beim Kerzenlichte nicht verliert, und sich bei diesem noch leichter als bei Tage von den so häufigen Verfälschungen

---

1) Ein alter Edelsteinname, wahrscheinlich weil er aus Persien durch die Türken zu uns kam. Agricola, 626, sagt von ihm: „Alii boream, juniores Turcicam nominant.“ Ohne Zweifel Jaspis Persae, persischer Jaspis, Plin., „Hist.“ 37, 37, aeri similem. Dagegen hat Fischer in Moskau ihn auf den Callaïs nius, 37, 38 u. 56, mit solcher Bestimmtheit bezogen, daß ihn viel logen seitdem Kalait nennen.

unterſcheiden läßt, die, danebengehalten, matt und grau ausſehen und überdies noch Glasglanz oder Bläschen bemerken laſſen. Die himmelblaue Färbung geht jedoch häufig ins Spangrüne, zuweilen auch ins Piſtazien- oder Apfelgrüne über. Der Strich iſt grünlichweiß. Er iſt ſehr wenig glänzend, vom ſchwachen Wachsglanze und undurchſichtig bis ſchwach kantendurchſcheinend.

Seiner chemiſchen Zuſammenſetzung nach beſteht der Türkis hauptſächlich aus Thonerde, Phosphorſäure, Waſſer, Kupfer- und Eiſenoxyd ($2\,Al_2O_3$, $PO_5 + 5\,HO$ entſprechend 25,5 Waſſer, 32,5 Phosphorſäure und 47 Thonerde), doch iſt die Zuſammenſetzung nicht in allen Varietäten übereinſtimmend, und namentlich erſcheint der grüne Türkis ein ſehr verſchiedentlich gebildetes Gemenge zu ſein. Seine ſchöne Farbe ſcheint er dem Gehalt an Kupferoxyd zu verdanken. Hermann, welcher einen ſchönen himmelblauen Türkis (I) und einen andern von grüner Farbe zerlegte (II), fand folgende Beſtandtheile:

	I.	II.
Thonerde	47,45.	50,755.
Phosphorſäure	27,34.	5,640.
Waſſer	18,18.	18,125.
Kupferoxyd	2,02.	1,420.
Eiſenoxyd	1,10.	1,100.
Manganoxyd	0,50.	0,600.
Kieſelerde		4,260.

dünne Adern im Kieselschiefer, und wenn er in dickern Massen vorkommt, so ist er unrein. Major Macdonald hatte auf der londoner Industrieausstellung 1851 die feinsten Türkise aus den Wüsten Arabiens vorgelegt, wo sie in reinster Masse bis zur Haselnußgröße in einem weichen gelben Sandstein brechen.

In Europa findet er sich, jedoch nicht in schleifwürdigen Exemplaren, an folgenden Punkten:

Schlesien: Jordansmühle bei Steina, in schmalen Klüften oder Gangtrümern des Kieselschiefers, entweder die Klüfte ganz ausfüllend, oder als Anflug auf Wandungen des Kieselschiefers, mit dem Quarz verwachsen, und die Krystalle des Quarzes (doch selten) überziehend, oder in traubigen, stalaktitischen Stücken mit Kieselschiefer in einer gelblichen, eisenschüssigen Erde zwischen der Dammerde und dem anstehenden Kieselschiefer. Ferner von apfelgrüner Farbe zu Domsdorf, eine Stunde von Jordansmühle, südwestlich von Breslau gleichfalls in einem Bruche auf Kieselschiefer und auf Klüften desselben, und von spangrüner Farbe im Thonschiefer auf derbem Quarz auf den Ritterbergen bei Striegau.

Sachsen: Oelsnitz, in kleinen Platten, als rindenartiger Ueberzug auf Klüften und in schmalen Trümern von spangrüner und himmelblauer Farbe in Kieselschiefer; Nieski in der Oberlausitz von grüner Farbe und splitterigem Bruche in hellgrauem Kieselschiefer.

II. Zahntürkis.

Türkis vom neuen Stein oder Felsen; occidentalischer Türkis. Turquoise de nouvelle roche, osseuse ou odontolithe; Turchina di Rocca nuova.

§. 354. Dunkelblau, hellblau und blaulichgrün. Die Oberfläche ist zuweilen mit Adern gezeichnet, welche weniger dunkel als der Grund sind. Er ist organischen Ursprungs und eigentlich nichts anderes als gefärbte Zähne von Thieren, die der Urwelt angehören. Namentlich begreift man darunter den Schmelz von Mastodon- und Dinotheriumzähnen, der ziemlich die Härte des Mineraltürkises hat. Im südlichen Frankreich (Simorre, Département du Gers) wurde früher ein förmlicher Bergbau darauf getrieben, der Schmelz war zwar nur graublau, etwa wie man ihn hin und wieder in den Bohnenerzen der Schwäbischen Alp findet, allein durch Erhitzen wurde er schöner. In Sibirien werden auch Mammuthszähne, welche durch Blaueisenerde gefärbt sein sollen, verwendet.

§. 355. Unterschied zwischen Mineraltürkis und Zahntürkis.

Da die beiden Arten der Türkise im Handel einen sehr verschiede Preis haben, so ist es wichtig, die Unterscheidungsmerkmale beider zu sie sind in kurzem folgende:

1. Mineraltürkis. Derſelbe brauſt nicht auf, wenn man ihn mit Säuren benetzt, gibt beim Erwärmen keinen unangenehmen Geruch, iſt ſchwerer und härter als Zahntürkis und wird nur elektriſch, wenn man ihn an einen iſolirenden Körper befeſtigt. Farbe und Glanz ſind bei Lampenſchein ebenſo ſchön wie bei Tageslicht.

2. Zahntürkis. Derſelbe wallt bei Benetzung mit Säuren auf, verbreitet beim Erwärmen einen animaliſchen Geruch und verändert beim Lampenlicht ſeine Farbe und Glanz, namentlich erſcheint die erſtere ſchmuzig graublau. Er iſt leichter als Mineraltürkis, größtentheils nicht ſo hart, wird durch Reiben elektriſch, ohne iſolirt zu ſein, und behält dieſe Elektricität mehrere Stunden lang. Namentlich iſt dies letztere Merkmal, welches wir Hauy verdanken, ausgezeichnet zur Prüfung von Steinen, die man nicht gern durch Säuren ihres ſchönen Anſehens berauben möchte. Durch Feuchtigkeit ſoll der Zahntürkis ſeine friſche Farbe einbüßen; auch unterſcheidet er ſich ſchon durch die Structur von der obigen Art, indem die innern Blättchen und Streifen ſeinen knochenartigen Bau verrathen, deshalb nimmt er auch keine ſo ſchöne Politur an wie der Mineraltürkis, entfärbt ſich in deſtillirtem Waſſer und im Weingeiſt und iſt an den Kanten etwas durchſcheinend.

§. 356. Geſchichtliches.

Ob die Alten den Türkis gekannt haben, iſt noch zweifelhaft, wenigſtens dürften die geſchnittenen antiken Stücke, welche vorhanden ſein ſollen, nicht

dem Türkis vollständig übereinstimmt. Bei Ankunft der Spanier stand in Mexico der genannte smaragdgrüne Stein als Schmuckwaare und Münze in hohem Ansehen; oft trug man ihn in Nasen- und Ohrgehängen und Halsketten, brachte ihn den Göttern zum Opfer und schätzte ihn höher als Gold. Ein zu einem Ohrring passendes Stück gilt bei den Indianern noch ein Maulthier, was aber Fremde dafür nicht mehr bezahlen wollen, daher sie diesen Stein selten erwerben können. Auch wird er jetzt nicht mehr viel gewonnen. Die Hauptlagerstätte ist in den Kegelbergen, los Cerillos genannt, welche südöstlich von Santa-Fé und nördlich von den Goldbergen liegen, von welchen nur das Thal des Galisteoflusses sie trennt. Die herrschenden Gesteine sind gelbe und graue Quarzsandsteine, wahrscheinlich der Steinkohlenformation, und von Porphyrgängen durchsetzt. Die Hauptgrube ist von erstaunlicher Größe, 200 Fuß tief und über 300 Fuß weit. Der Calchihuitl ist blaugrün, bis apfelgrün von Farbe, nimmt geschliffen eine schöne Politur an, ist immer derb, von muscheligem Bruche, zuweilen den Türkisen von Steina in Schlesien vollkommen ähnlich und zeigt ganz die Zusammensetzung und das chemische Verhalten des Türkises. Unter den alten Schriftstellern erzählen Bernal Diaz, Torquemada, Marco de Niça, Coronado und andere von diesem Steine; Diaz nennt ihn Chalchuites, nach de Niça hieß er bei den Indianern des Königreichs Cevola Cacona.

§. 357. Verarbeitung.

Die Bucharen bringen den Türkis selten roh, sondern meist schon obgleich schlecht geschnitten und polirt nach Moskau zum Verkaufe. Hier wird er noch einmal umgearbeitet und zu diesem Zwecke auf einer bleiernen Scheibe mit Schmirgel geschliffen und entweder auf einer zinnernen mit Tripel oder auf einer hölzernen Scheibe mit Bimsstein polirt; den letzten Glanz gibt man ihm auf Leinwand mit Englischroth. Beim Bearbeiten ist er sehr vorsichtig zu behandeln, da er oft von Rissen und Adern durchzogen ist und daher sehr leicht zerspringt.

Gewöhnlich gibt man ihm die Form en cabochon, große und schöne Exemplare schleift man auch als Tafel- und Dicksteine. Man verwendet ihn zu Ring- und Nadelsteinen, Colliers, Braceletts, Ohrgehängen u. s. w.; namentlich aber zum Einfassen anderer feiner Edelsteine und Perlen.

§. 358. Preis.

Der Werth ist in neuerer Zeit nicht mehr so bedeuten
die blauen werden geschätzt. Unter Erbsengröße haben
allein darüber steigen sie schnell im Preise, doch kom
edeln Opal wesentlich auf die Schönheit der Farbe

schönen orientalischen Türkises von der Größe einer Erbse ist immer 8 — 10 Fl. Die ganz kleinen Türkisen verkauft man im Tausend, etwas größere nach dem Dutzend und von einer gewissen Größe an nach dem Stück.

In der Auction des Marquis de Drée in Paris wurde ein schöner hellblauer Türkis mit einem grünlichen Auge von 5½ Linien Länge und 5 Linien Breite um den Preis von 500 Fr. verkauft, und ein anderer ovaler, en cabochon geschnittener von 5 Linien Länge und 4½ Linien Breite und schön himmelblauer Farbe für 241 Fr. Ein prachtvoller Türkisenschmuck, aus 12, in Gestalt, Farbe und Größe gleichen himmelblauen Steinen bestehend, von denen jeder en relief das Porträt eines der 12 Cäsaren trug, wurde im Jahre 1808 für 9000 Fr. von einem pariser Juwelier verkauft. Die Größe der einzelnen Steine überstieg nicht die eines Fingernagels.

Der Zahntürkis steht in geringerm Werthe, weil er beim Gebrauch seine Farbe zum Theil verliert und Säuren ihn angreifen, daher zahlte man für einen solchen von 4½ Linien Länge und 4 Linien Breite zu Paris nur 121 Fr., obwol seine Farbe schön und rein war, und ein anderer von sehr bleicher Farbe, aber größern Dimensionen wurde für nur 50 Fr. verkauft.

§. 359. Verfälschungen.

Durch Kunst wird der Türkis täuschend nachgeahmt, indem man in eine mit Hirschhorngeist (?) gemachte Kupferauflösung calcinirtes Elfenbein bringt

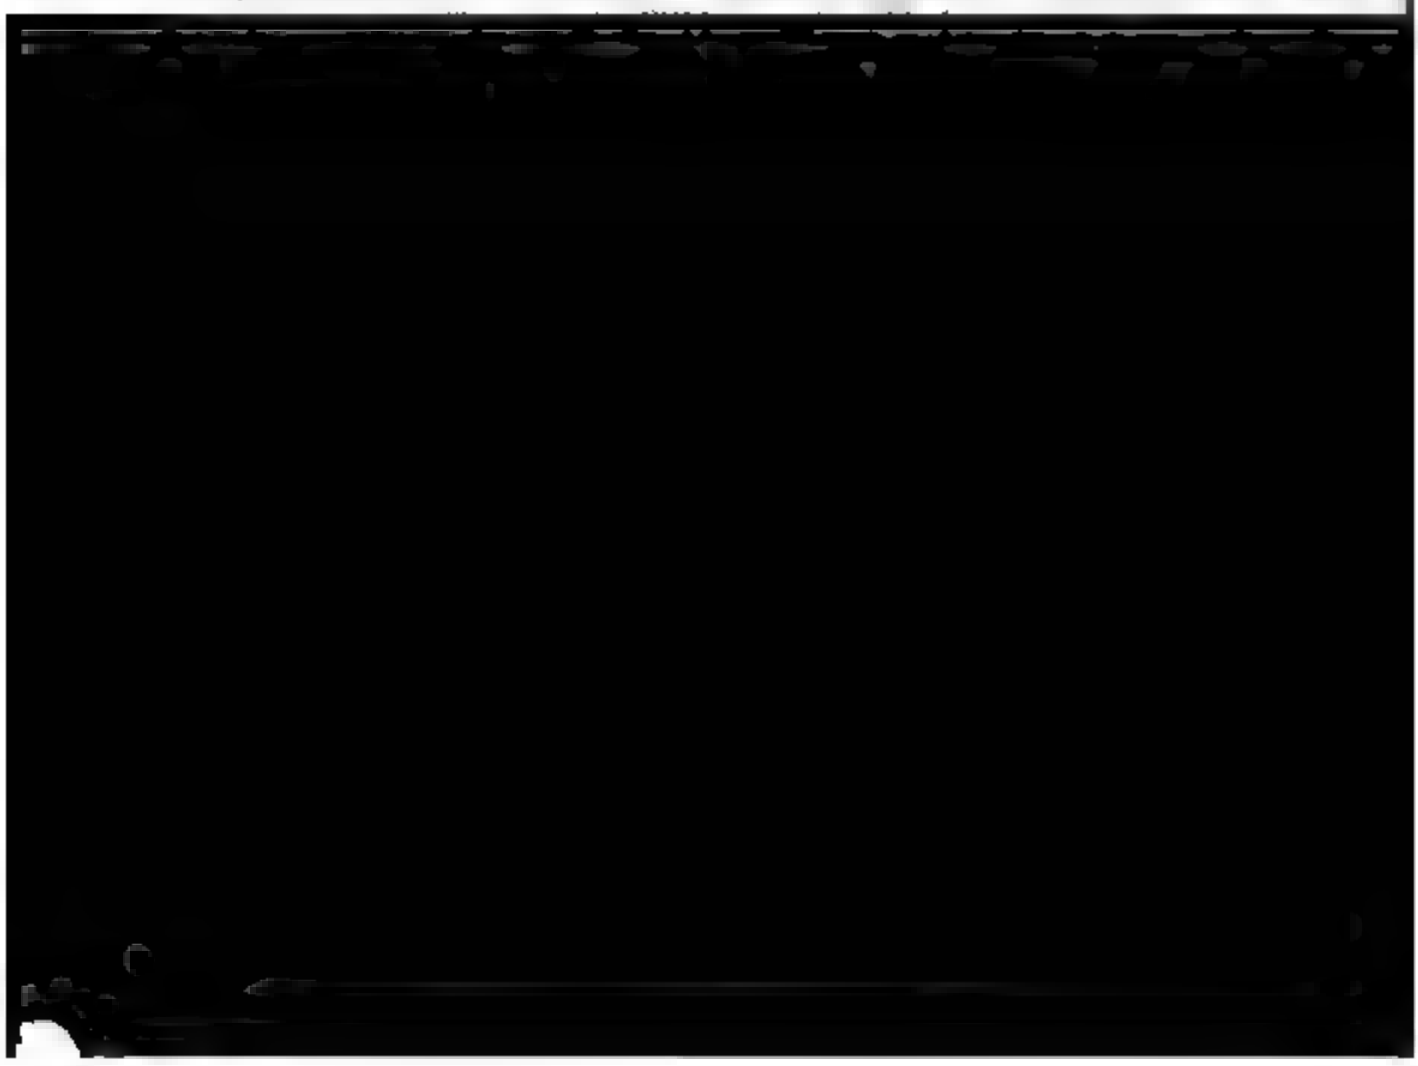

Zweiter Abschnitt.

Sogenannte Halbedelsteine.

Sie zeigen die bei den Juwelen angeführten ausgezeichneten Eigenschaften in weit geringerm Maße oder nur einige derselben.

Viertes Kapitel.

Schmucksteine vierten Ranges.

Härte von 4 — 7; Gewicht zwischen 2 und 3 (beides mit Ausnahme von Bernstein), Farbe und Glanz häufig noch lebhaft, dagegen sind nur wenige vollkommen durchsichtig, die meisten nur durchscheinend oder kantendurchscheinend. Fundorte sehr zahlreich. Werth im allgemeinen gering.

21. Quarz. [1])

Syn. Rhomboëdrischer Quarz; Kiesel; Bergkrystall; Cristal de Roche; Quarz.

§. 361. Morphologische Eigenschaften.

Der Quarz krystallisirt im hexagonalen Systeme. Die Grundform ist das Rhomboëder (nach Kupffer von 75° 15′). Die Krystalle zeigen meist die Combination der sechsseitigen Säule mit einer sechsseitigen Pyramide, deren Endkanten 133° 44′, die Seitenkanten 103° 34′ messen, wobei die Flächen der Pyramide ungleich ausgedehnt vorkommen und die Combination zweier Rhomboëder mit den Endkanten = 94° 15′ bilden, von denen auch nur eines, aber selten ausgebildet, mit der sechsseitigen Säule in Combination vorkommt. Außer diesen Formen kommen Combinationen mit spitzen und stumpfen Rhomboëdern (Randkantenabstumpfung) vor, ferner Rhomboëderflächen auf den Ecken, die dem geneigtflächigen Trigonoëder (rechte und linke) angehören, und Trapezflächen, die dem halben Scalenoëder angehören, Fig. 177 — 181. Bei der außerordentlich großen Zahl der Quarzkrystalle sind ungleichmäßige Ausdehnungen der Flächen nicht selten, wodurch die Krystalle oft sehr ungleich verzerrt erscheinen. Die Prismenflächen sind in der Regel horizontal gestreift.

---

1) Das Wort Quarz (Querz, vielleicht aus Gewarz, weil er auf [illegible]fläche häufig krystallinische Erhöhungen zeigt) kommt bei Griechen nicht vor, es ist ein bergmännischer Ausdruck des Mittelalters (Plinius, S. 695 und 701), womit der gemeine Quarz auf den [illegible] wurde.

Sehr häufig sind Zwillinge mit parallelen Achsensystemen beider Individuen, welche sich durchdringen und dadurch scheinbar einfache Krystalle bilden. Die Krystalle finden sich theils einzeln ein- und aufgewachsen, theils zu Gruppen und Drusen vereinigt; außerdem kommen auch häufig stengelige, zum Theil in freie Krystallspitzen auslaufende, auch faserige Aggregate vor. Noch häufiger findet sich der Quarz derb, in körniger bis dichter Zusammensetzung und in kryptokrystallinischen Aggregaten; in Pseudomorphosen, als Versteinerungsmaterial, in Geschieben, Geröllen und als Sand. Als Opal findet sich der Quarz amorph, derb und eingesprengt, selten trauben- und nierenförmig.

§. 362. Physikalische Eigenschaften.

Die Spaltbarkeit des Quarzes ist sehr unvollkommen oder versteckt parallel den Flächen der Grundform oder den Seitenflächen der sechsseitigen Säule. Der Bruch ist muschelig bis uneben und splitterig. Härte = 7. Spec. Gewicht = 2,5 — 2,8, die reinsten Varietäten = 2,65 (bei den Opalen beides etwas geringer). Der Quarz findet sich farblos, oft wasserhell, aber öfters gefärbt, weiß in allen Nuancen, grau, gelb, braun, roth, blau und grün, zeigt auf den Bruchflächen oft Fettglanz, sonst Glasglanz, ist durchsichtig in allen Graden und hat doppelte Strahlenbrechung. Er fühlt sich ziemlich kalt an (jedoch nicht so sehr, wie die feinen Edelsteine), wird durchs Reiben +- elektrisch und ist an sich geruchlos; werden jedoch zwei

§. 364. Vorkommen.

Die Verbreitung der Quarze von verschiedenstem Aussehen ist außerordentlich, namentlich im Urgebirge und den nachbarlichen Flötzgebirgen. Da er unter den gewöhnlichen Gesteinen das härteste ist und sich allen chemischen Zersetzungen auf das hartnäckigste widersetzt, so tritt er als Geschiebe, Kies und Sand auch nicht selten massenhaft in dem jüngern Gebirge auf.

§. 365. Eintheilung.

Fuchs (Poggendorf's „Annalen", XXXI, 577) theilt die Quarze chemisch in drei Theile: In Kalilauge unlösliche; dahin gehören alle krystallisirten Quarze, wie Bergkrystall, Amethyst, gemeiner Quarz (Rosen-, Milch-, Faserquarz, Siderit, Prasem, Katzenauge, Avanturin), ferner die versteckt krystallinischen Varietäten, wie Hornstein, Kieselschiefer und Jaspis; in Kalilauge lösliche, die verschiedenen Varietäten des Opals; endlich die Mischung aus löslicher und unlöslicher Kieselerde, Chalcedon, Feuerstein u. s. w.

A. Krystallisirte Quarze.

§. 366. Hierher gehören alle diejenigen Varietäten, welche krystallisirt oder in krystallinischen Massen vorkommen. Ihre Structur ist unvollkommen blätterig, der Bruch muschelig, das specifische Gewicht = 2,6 — 2,7, in der reinsten Varietät = 2,65. Sie sind wasserhell, weiß, grau, braun oder bunt, glasglänzend, seltener fettglänzend und durchsichtig bis undurchsichtig.

a. Bergkrystall. [1])

Franz. Quarz hyalin limpide; Cristal de roche; engl. Rock oder Mountain-Crystal; ital. Cristallo di rocca; russ. Gornoi Chrustall.

§. 367. Eigenschaften.

Der Bergkrystall findet sich ursprünglich immer krystallisirt, in den mannichfaltigsten Formen, oft in außerordentlich großen Krystallen; secundär kommt er in Geschieben und Geröllen im aufgeschwemmten Lande, in Flußbetten u. s. w. vor. Der Bruch ist muschelig, die Farbe wasserhell oder graulichweiß bis rauchgrau, gelblichweiß bis weingelb, gelblichbraun, nelkenbraun bis fast pechschwarz. Er zeigt doppelte Strahlenbrechung und ist durchsichtig in hohen und mittlern Graden. Die Dauer der durch Reiben erlangten Elektricität beträgt ungefähr eine halbe Stunde, selten mehr. Vor dem Löthrohre büßen manche gefärbte Bergkrystalle ihre Farbe ein.

Merkwürdig sind die häufigen Einschlüsse von Chlorit, Asbest, Rutil, Schwefelkies, Gold, Strahlstein u. s. w. Die grüne Farbe des letztern gleicht oft einem ins Eis eingeschlossenen Grase (Scheuchzer, „Naturgeschichte des Schweizer-

1) Von κρύσταλλος, Eis, wegen der Aehnlichkeit des wasserhellen mit Eis.

landes", III, 69), was die Alten in ihrer Vorstellung vom Eise sehr bestärken mußte; die von Neuyork enthalten sogar Stücke bituminöser Kohle. Noch merkwürdiger als die festen sind die flüssigen und gasförmigen Einschlüsse. Die Flüssigkeit läßt sich gewöhnlich an einer Luftblase erkennen, welche sich beim Drehen des Krystalls hin- und herbewegt, und besteht aus Wasser oder aus einer ölartigen Substanz, 15—20 mal expansibler als Wasser. Erwärmt man daher ein wenig, so kann die Blase verschwinden. Auf Madagaskar kommen Stücke vor, die auf einem Quadratzoll Fläche wol an tausend feine Blasen zeigen, dieselben könnten den empyreumatischen Geruch erklären, welchen man beim Aneinanderreiben wahrnimmt (Dufrénoy, „Trait. Minéral.", II, 98).

§. 368. Vorkommen.

Von den äußerst zahlreichen Fundorten des Bergkrystalls können hier nur die wichtigsten angeführt werden, namentlich diejenigen, wo derselbe durch bergmännische Bearbeitung in größern Massen für den Handel gewonnen wird.

Schweiz: *St.-Gotthard, besonders bei Dissentis, Gaveradi, Sella, Schipsius, Spitzberg, auf Kluftwänden in Drusenhöhlungen und spaltenähnlichen Räumen (Krystallkellern), in Glimmerschiefer, Hornblendeschiefer, Gneis und Granit, mit Adular, Epidot, Chlorit, Stilbit (als rindenförmiger Ueberzug) und Feldspath. Als Einschlüsse im Bergkrystall sind zu bemerken: Rutil, in nadelförmigen Krystallen, Epidot in kleinern Krystallen, Turmalin, Talk, Glimmer, Kalkspath, Eisenglanz, Strahlstein, Amianth in faserigen Partien, Chlorit und Chabasit; seltenere Erscheinungen sind die im Bergkrystall enge

Frankreich: Pyrenäen: Gegend von Barèges, am * Pic d'Ayre, * Pic d'Ereslids, große reine Krystalle, jenen vom St.-Gotthard an Schönheit nicht nachstehend, auf Kluftflächen von Diorit. Mail de Cristal, im Thale von Gèr, wohlausgebildete Krystalle auf Quarz. Département de l'Isère: * Bourg d'Oisans, die meist vollkommen wasserhellen Krystalle theils sehr regelrecht ausgebildet und in vielartigster Weise gruppirt, theils unsymmetrisch, zwei einander gegenüberliegende Prismen Flächen ungewöhnlich groß im Vergleich zu den übrigen. * La Gardette, auf Quarzgängen in Gneis. Gegend von Chalanches, mit Epidot, Asbest, Granat, auf Erzgängen in Glimmerschiefer. Allemont, mit Axinit, Epidot und Feldspath auf Gängen in Gneis. Vienne, in Drusen von Chalcedon, der gangartige Räume in Granit ausfüllt.

Deutschland. Schlesien: * Friedeberg, oft von besonderer Schönheit und Reinheit mit Quarz in Glimmerschiefer. Sachsen: * Altenberg und * Zinnwald, im sogenannten Greisen in großen reinen Massen, häufig schöne, bisweilen an beiden Enden ausgebildete Krystalle. Salzburg: * Habachthal; in ausgezeichneten wasserhellen Krystallen, oft von bedeutender Größe (ein fast ganz reiner im Jahre 1811 in Rauris gefundener wog 177 wiener Pfd.), der größte nelkenbraune Rauchtopas war 2 Fuß hoch und hatte 9 — 10 Zoll im Durchmesser; * Stubachthal und Krimmler-Achenthal, schöne Citrine; am Zwing in Fusch und im obern Sulzbachthale bräunlich schwarzer Morion. Kärnten in den Moränen der Gletscher, besonders der Pasterzen, wo ein 50 Pfd. schwerer an beiden Enden auskrystallisirter Krystall gefunden wurde. * Tirol im Zillerthal, in Pfitsch am Rothenbochl und in Windischmatrei Krystalle bis über 18 Zoll lang und 6 — 8 Zoll breit, wasserhell, gelblich und braun, zuweilen mit Einschlüssen von erdigem Chlorit, Asbest und Aktinolith; Ahrn im Pusterthale wasserhelle Krystalle bis 18 Zoll lang und 12 Zoll dick, zuweilen ganz mit erdigem Chlorit imprägnirt in den Bergbauen.

Kroatien. Im moslawiner Gebirge, derb und in Krystallen, vollkommen durchsichtig, gelblich und braun (Citrin und Rauchtopas), mit eingesprengten feinen Nadeln von Turmalin auf Granitgängen in Gneis; werden viel zu Ringsteinen verarbeitet.

Ungarn. * Bocsko im marmaroschen Comitat, Krystalle von ungewöhnlicher Schönheit (marmaroscher Diamanten) mit Kalkspath auf und in Thonschiefer. Nagy-Ag, kleine, lose, an beiden Enden ausgebildete Krystalle, meist sehr rein, selten gelb gefärbt (Citrin), Gegend von Sandorfalva in der Wrchowina, als Geschiebe. Schemnitz, schön krystallisirt, die Krystalle oft sehr in die Länge gezogen, bisweilen sogenannte Wassertropfen und Silberglanzblättchen enthaltend, auf Erzlagerstätten im Dioritporphyr.

Schottland. * Insel Arran, bei Goatfield, in Granit (Citrin). [illegible] Rum, Gebirge Scourmore, schöne Krystalle mit Heliotrop und Chalcedon in zersetztem Mandelstein.

Asien. * Alabaschka bei Mursinsk, große Rauchtopaskrystalle auf Kluftwänden in Granit. Adontschelon bei Nertschinsk, schöne Krystalle in Druſenräumen des Granits, begleitet von Beryll und Turmalin. * Inſel Ceylon: Gegend von Candian, häufig und oft von ſeltener Schönheit, meiſt in Druſen und auf Kluftflächen des Gneiſes, auch loſe mit Amethyſt. Er wird hier häufig wie Glas benutzt zu Ornamenten und ſelbſt Sculpturen. In dem Haupttempel zu Candy ſah J. Davy ſelbſt eine kleine Buddhafigur gut daraus gearbeitet. Java, ſehr ſchöne Bipyramidaldodekaëder, loſe, im Sande von Außbetten, Banka: District Sungiliat auf der Oſtküſte, loſe Krystalle, mitunter von bedeutender Größe.

Madagaskar. Beſonders im * Beſouregebirge, Blöcke, oft von der größten Reinheit, gleich den ſchönſten Schweizer- und Dauphinéerkrystallen; an manchen Orten in Menge umherliegend; viele jener Blöcke haben 15—20 Fuß im Umfange; auch der Sand, welcher Madagaskar bedeckt, beſteht aus Bruchſtücken und Körnern von Bergkrystall.

§. 369. Gewinnung.

An manchen Punkten, wie am St.-Gotthard, Montblanc, in der Dauphiné u. ſ. w. gewinnt man den Bergkrystall ſelbſt bergmänniſch, indem man die großen Druſenräume und Höhlungen, welche von Bergkrystall bekleidet und angefüllt ſind und die man Krystallgewölbe, Kammern, Keller, Horde oder Krystallſäcke (fours et poches à cristaux) nennt, aufſucht. Die Krystallgräber in der Schweiz gehen den Quarzadern nach, welche in Granit oder andern Gebirgsmaſſen aufſetzen, und nach dem hohlen Ton, den das Geſtein, worauf ſie ſchlagen, von ſich gibt, ſchließen ſie auf das Vorhandenſein eines Krystallgewölbes; durch Sprengen oder durch Schlägel und Eiſen wird dieſes nun geöffnet, die Krystalle herausgenommen und zum Verkaufe ſortirt. Die zahlreichen Händler im Chamouny am Montblanc ſtellen die prachtvollſten Krystalle zum Verkauf aus, die aber immerhin zu hohen Preiſen weggeben; denn ſie pflegen in den unwegſamſten Gegenden der Hochgebirge vorzukommen, wo ſie nur mit großer Mühe und Lebensgefahr gewonnen werden können. Quarzgänge und wulſtförmige Hervorragungen, welche die Keller im Innern andeuten, können oft nur erreicht werden, indem ſich die Arbeiter an Abgründen hinablaſſen. Die Geſchiebe von Bergkrystall, gemeiniglich Kieſel genannt, werden aus dem Sande der Flüſſe u. ſ. w. geſucht, und auch zufällig gewinnt man zuweilen Bergkrystall, beim Abbau anderer Mineralien, wo er dann vom Ganggeſteine geſchieden und zur weitern Zurichtung verführt wird.

§. 370. Geſchichtliches.

Der Bergkrystall war ſchon den Alten bekannt; die Griechen ſchätzten ihn beſonders wegen ſeiner Reinheit und regelmäßigen Bildung, auch erwähnt

Theophrast, daß man aus ihm vorzüglich Siegelsteine geschnitten habe. Die Römer waren namentlich, wie manche Stellen des Plinius („Hist. nat.", 37, 9) beweisen, mit dem Vorkommen in den Alpen sehr bekannt und trieben großen Luxus damit. Sie verarbeiteten ihn zu Weinkrügen, Bechern, Vasen und andern Gefäßen, wie man überhaupt vor Vervollkommnung der Glasmacherkunst viele Gegenstände aus Bergkrystall machte, welche man jetzt leichter und wohlfeiler auf jenem Wege erhält. Die Alten hielten ihn für krystallisirtes Wasser (Eis) und glaubten aus diesem Grunde, daß man ihn keiner großen Wärme aussetzen könne, ohne befürchten zu müssen, ihn zu zerstören. Nero besaß zwei sehr schöne Becher und eine Schöpfkelle von Bergkrystall, welche er mit einer großen Summe erkauft hatte (ein Becher, auf dem verschiedene Scenen aus der Ilias eingeschnitten gewesen sein sollen, soll 7000 Fl. nach unserm Gelde gekostet haben). Als er vom Verluste seiner Herrschaft hörte, zerbrach er im Zorne beide Becher, „um sein Jahrhundert damit zu strafen, daß nicht ein anderer daraus trinken könnte". Die Kaiserin Livia bot dem Kapitol ein Stück Krystall dar, welches 50 Pfd. wog, und die römischen Aerzte bedienten sich der Krystallkugeln nach Art der Brenngläser, um damit die Wunden auszubrennen. Auch als Arzneimittel wurde er gebraucht. Im Gebiete der Glyptik ist der wasserhelle Krystall seltener als farbige Steinarten und wahrscheinlich erst unter den römischen Kaisern zur Anwendung gekommen. Weit eher mochten Krystalle ungeschnitten in Ringe gefaßt werden als geschnitten. Auf einem Bergkrystall findet man den Kampf des Herakles mit Antäos dargestellt, und ein Bild der Arsinoë in Krystall erwähnt Ant. Franc. Gori, „Dactyl. Smithiana", S. 65. (Vgl. Tölken, Verzeichniß, S. 124, Nr. 317, S. 176, Nr. 860.)

§. 371. Benennungen im Handel.

Nach seinen optischen Eigenschaften und fremdartigen Einschlüssen hat der Bergkrystall folgende Namen im Handel erhalten:

1. Scheindiamant (böhmischer Stein; böhmischer Diamant; marmaroscher Diamant; occidentalischer Diamant, Rheinkiesel; Diamant von Zabelitz, Paphos, Fleurus, Alençon u. s. w.). Diesen Namen erhalten die Bergkrystalle, wenn sie wasserhell sind, jedoch nur im geschliffenen Zustande.

2. Regenbogenquarz (irisirender Quarz, Quarz irisé; Irisated Quartz, Quarzo iridato), wenn der Bergkrystall mit Rissen und feinen Sprungen im Innern durchzogen ist, sodaß durch die Brechung der Lichtstrahlen die Farben des Regenbogens entstehen. Er gewährt einen sehr schönen Anblick, wenn er mit Geschmack geschnitten und polirt ist.

3. Citrin (böhmischer Topas; Quarz jaune; Topaze occidentale ou de Bohême; yellow Quarz, Bohemian and Scotish Quarz). Vom Ho-

Aſien. * Alabaſchka bei Murſinsk, große Rauchtopaskryſtalle auf Kluftwänden in Granit. Adontſchelon bei Nertſchinsk, ſchöne Kryſtalle in Druſenräumen des Granits, begleitet von Beryll und Turmalin. * Inſel Ceylon: Gegend von Candian, häufig und oft von ſeltener Schönheit, meiſt in Druſen und auf Kluftflächen des Gneiſes, auch loſe mit Amethyſt. Er wird hier häufig wie Glas benutzt zu Ornamenten und ſelbſt Sculpturen. In dem Haupttempel zu Candy ſah J. Davy ſelbſt eine kleine Buddhafigur gut daraus gearbeitet. Java, ſehr ſchöne Bipyramidaldodekaëder, loſe, im Sande von Flußbetten, Banka: Diſtrict Sungiliat auf der Oſtküſte, loſe Kryſtalle, mitunter von bedeutender Größe.

Madagaskar. Beſonders im * Beſouregebirge, Blöcke, oft von der größten Reinheit, gleich den ſchönſten Schweizer- und Dauphinéerkryſtallen, an manchen Orten in Menge umherliegend; viele jener Blöcke haben 15—20 Fuß im Umfange; auch der Sand, welcher Madagaskar bedeckt, beſteht aus Bruchſtücken und Körnern von Bergkryſtall.

§. 369. Gewinnung.

An manchen Punkten, wie am St.-Gotthard, Montblanc, in der Dauphiné u. ſ. w. gewinnt man den Bergkryſtall ſelbſt bergmänniſch, indem man die großen Druſenräume und Höhlungen, welche von Bergkryſtall bekleidet und angefüllt ſind und die man Kryſtallgewölbe, Kammern, Keller, Horde oder Kryſtallſäcke (fours et poches à cristaux) nennt, aufſucht. Die

Theophraſt, daß man aus ihm vorzüglich Siegelſteine geſchnitten habe. Die Römer waren namentlich, wie manche Stellen des Plinius („Hist. nat.", 37, 9) beweiſen, mit dem Vorkommen in den Alpen ſehr bekannt und trieben großen Luxus damit. Sie verarbeiteten ihn zu Weinkrügen, Bechern, Vaſen und andern Gefäßen, wie man überhaupt vor Vervollkommnung der Glasmacherkunſt viele Gegenſtände aus Bergkryſtall machte, welche man jetzt leichter und wohlfeiler auf jenem Wege erhält. Die Alten hielten ihn für kryſtalliſirtes Waſſer (Eis) und glaubten aus dieſem Grunde, daß man ihn keiner großen Wärme ausſetzen könne, ohne befürchten zu müſſen, ihn zu zerſtören. Nero beſaß zwei ſehr ſchöne Becher und eine Schöpfkelle von Bergkryſtall, welche er mit einer großen Summe erkauft hatte (ein Becher, auf dem verſchiedene Scenen aus der Iliade eingeſchnitten geweſen ſein ſollen, ſoll 7000 Fl. nach unſerm Gelde gekoſtet haben). Als er vom Verluſte ſeiner Herrſchaft hörte, zerbrach er im Zorne beide Becher, „um ſein Jahrhundert damit zu ſtrafen, daß nicht ein anderer daraus trinken könnte". Die Kaiſerin Livia bot dem Kapitol ein Stück Kryſtall dar, welches 50 Pfd. wog, und die römiſchen Aerzte bedienten ſich der Kryſtallkugeln nach Art der Brenngläſer, um damit die Wunden auszubrennen. Auch als Arzneimittel wurde er gebraucht. Im Gebiete der Glyptik iſt der waſſerhelle Kryſtall ſeltener als farbige Steinarten und wahrſcheinlich erſt unter den römiſchen Kaiſern zur Anwendung gekommen. Weit eher mochten Kryſtalle ungeſchnitten in Ringe gefaßt werden als geſchnitten. Auf einem Bergkryſtall findet man den Kampf des Herakles mit Antäos dargeſtellt, und ein Bild der Arſinoë in Kryſtall erwähnt Ant. Franc. Gori, „Dactyl. Smithiana", S. 65. (Vgl. Tölken, Verzeichniß, S. 124, Nr. 317, S. 176, Nr. 860.)

§. 371. Benennungen im Handel.

Nach ſeinen optiſchen Eigenſchaften und fremdartigen Einſchlüſſen hat der Bergkryſtall folgende Namen im Handel erhalten:

1. Scheindiamant (böhmiſcher Stein; böhmiſcher Diamant; marmaroſcher Diamant; occidentaliſcher Diamant; Rheinkieſel; Diamant von Zabeltitz, Paphos, Fleurus, Alençon u. ſ. w.). Dieſen Namen erhalten die Bergkryſtalle, wenn ſie waſſerhell ſind, jedoch nur im geſchliffenen Zuſtande.

2. Regenbogenquarz (iriſirender Quarz; Quarz irisé; Irisated Quarz, Quarzo iridato), wenn der Bergkryſtall mit Riſſen und feinen Sprüngen im Innern durchzogen iſt, ſodaß durch die Brechung der Lichtſtrahlen die Farben des Regenbogens entſtehen. Er gewährt einen ſehr ſchönen Anblick, wenn er mit Geſchmack geſchnitten und polirt iſt.

3. Citrin (böhmiſcher Topas; Quarz jaune; Topaze occidentale ou de Bohème; yellow Quarz, Bohemian and Scotish Quarz). Vom Yo-

nig-, Orange-, Wein- und Jonquillengelb bis zur bleichſten Abſtufung, oft mit ſchönem Goldſchimmer, jedoch meiſt ins Bräunliche ziehend. Er kommt in beträchtlichen Maſſen aus Braſilien zu uns (vielleicht gebrannte Amethyſte oder Rauchtopaſe) und macht gut geſchnitten und polirt einen hübſchen Effect. Man wendet ihn bei Schmuckſachen von geringerm Werthe an, um den Topas zu erſetzen, muß ſich aber wohl hüten, ihn als eine Varietät dieſes Edelſteins zu betrachten, von dem er weder Härte, noch Glanz, noch Gewicht hat. Die Franzoſen nennen die ſchönſten Citrine Topazes d'Inde und tragen dadurch zu deſſen Verwechſelung mit dem wahren Topas nur noch mehr bei.

4. Rauchtopas (Quarz enfumé, Diamant d'Alençon, Topaze enfumé; Brown Quarz). Nelkenbraun oder rauchgrau; die Farbe iſt jedoch ſelten gleichmäßig vertheilt, ſondern der Stein behält häufig graulichе oder weißliche Flecken. Nach Brard verſchwindet die rauchgraue Farbe, wenn man ihn in Talg ſiedet, und durch eine mäßige Erwärmung ſoll man ihm ein lebhaftes Gelb geben können.

5. Morion; kohl- oder braunſchwarz.

6. Haar- oder Nadelſteine (Haarkryſtalle) werden die Bergkryſtalle genannt, wenn ſie fremdartige Subſtanzen, namentlich Rutil, Mangan, Eiſenglanz, Chlorit, Amianth u. ſ. w. in haar- oder nadelförmigen Partien einſchließen; im erſtern Falle nennt man ſie auch Venushaare (cheveux de Vénus), im andern Liebespfeile (fleches d'amour).

delsteine schneidet man en cabochon. Gefaßt werden die Bergkrystalle entweder à jour, oder man setzt sie in einen schwarzen Kasten.

Den Regenbogenquarz sucht man auch künstlich darzustellen, indem man durch vorsichtiges Schlagen mit dem Hammer Sprünge und Risse im Innern hervorbringt, welche das Irisiren bewirken. Gefleckte oder schlecht gefärbte Bergkrystalle werden durch vorsichtiges Glühen in einem mit Kalk, Sand oder Holzasche gefüllten Tiegel entfärbt. Ueberhaupt soll durch Glühen der innere Glanz etwas erhöht werden. Zum Bohren des Bergkrystalls bedient man sich einer Diamantspitze, sowie auch zum Graviren in denselben, oft aber werden auch Figuren mit Flußsäure in ihn geätzt.

§. 373. Anwendung.

Man verwendet den Bergkrystall namentlich zu Ring- und Nadelsteinen, Ohrgehängen, Petschaften, Stockknöpfen, Dosen, Gemmen oder andern Bijouteriegegenständen. Ebenso gebraucht man ihn zum Erhaben- oder Vertieftschneiden, zur Verfertigung der Doubletten, als Grundlage zu den Zusammensetzungen der Glasflüsse u. s. w. Auch unechte Edelsteine verfertigt man aus demselben, indem man reine Stücke davon glüht, und dann sogleich in Auflösungen von Farbestoff bringt, wodurch sie oft täuschend die Farbe eines andern Edelsteins erhalten. Da die Farbestoffe jedoch meist organischer Natur sind, so bleichen sie mit der Zeit, wenn das Mineral dem Lichte ausgesetzt bleibt. Zu Schmucksteinen nimmt man gewöhnlich nur die kleinen klaren, vollkommen ausgebildeten Bergkrystalle und die Spitzen der größern Krystalle, weil diese fast immer reiner und klarer sind als die Säulen derselben. Auch die Geschiebe aus den Flußbetten eignen sich vorzüglich zu Schmuckarbeiten.

Eine der schönsten Arbeiten, welche nach Sage in Bergkrystall existirt (Brard, „Minéral.", III, 248), ist eine Urne von Bergkrystall, $9\frac{1}{2}$ Zoll im Durchmesser und 9 Zoll in der Höhe, deren Fußgestell aus demselben Stücke wie die Urne selbst besteht. Der obere Theil ist mit Schweifungen (godrons) und zwei Larven (mascarons) geschmückt. Man sieht darauf den betrunken eingeschlafenen Noah mit seinen Kindern, welche eine Decke halten, eine Frau mit einem Fruchtkorbe in der Hand u. s. w. Dieses bewundernswerthe Stück gehörte zu dem Ameublement der Krone Frankreichs und hatte 100000 Fr. gekostet. In der Sammlung von Bronzen im Vatican zu Rom befindet sich ein Candelaber von irisirendem Quarz.

§. 374. Werth, Fehler und Verfälschungen.

Früher stand der Bergkrystall in bedeutend höherm Werthe als jetzt, besonders soll die massenhafte Einführung von Madagaskar die Preise herabgedrückt haben. Für kleinere Stücke bezahlt man kaum mehr als den Schlei-

ferlohn und nur die großen und reinen Stücke, sowie die Haar- und F
steine haben stets einen ziemlich hohen Preis; Steine der letztern Art w
bisweilen mit 10—18 Thlr. bezahlt. Kleinere, brillantirte, ganz reine
werden im allgemeinen mit 30 Kr. bis 3 Fl., und größere mit 5—
bezahlt. Roh wird der Bergkrystall je nach seiner Größe und Reinhei
2—60 Fr. das Kilogramm bezahlt. Fehler des Bergkrystalls, welch
Werth desselben bedeutend vermindern, sind braune oder schwarze Rostf
Wolken, rissige oder splitterige Spalten (Salzflecken) u. s. w.

Wie hoch der Bergkrystall früher im Preise stand, kann man au
gendem Verzeichnisse der Kunstgegenstände des französischen Kronschatze
sehen, das im Jahre 1791 verfertigt wurde.

Zahl.	Gegenstand.	Werth in Francs.	Besondere Bemerkungen.
60	Vasen	154140	Eine von 0m,420 Höhe geschätzt 60080 Fr.
46	Becher	172400	Von 15000 bis 500 Fr.
20	Gefäße	251420	Ein einziges von 110000 Fr.
16	Urnen	164100	Dabei die oben erwähnte von 100000
15	Leuchter . . .	27900	
12	Flacons . . .	6900	Einer von 2000 Fr.
9	Kännchen . . .	7200	

[redacted]

Straß, der jedoch ganz rein sein muß, wird oft für Bergkrystall verkauft, aber da er in der Regel weicher und wegen der der Composition beigemischten Metalloxyde auch schwerer ist, so kann der Betrug leicht entdeckt werden.

b. Amethyst. [1])

Franz. Améthyste, Quarz hyalin violet; engl. Violet Quarz; ital. Amethisto.

§. 375. Eigenschaften.

Der Amethyst findet sich meist in stengeligen bis dickfaserigen, in freie Krystallenden auslaufende Individuen, welche meist nur die Spitzen von sechsseitigen Pyramiden, selten auch einen Theil der sechsseitigen Säule frei ausgebildet zeigen und zu Drusen verbunden sind. Die Zusammensetzungsflächen der Stengel sind zickzackförmig gestreift und der Längenbruch der Aggregate zeigt oft eine ähnliche (sogenannte fortificationsartige) Farbenzeichnung (Fig. 182). Auch in Geschieben und derb kommt der Amethyst häufig vor. Spec. Gew. = 2,65 — 2,78. Die Farbe ist meist schön viol- oder pflaumenblau, aber auch nelkenbraun, perlgrau, grünlichweiß. Selten ist die Farbe gleichmäßig vertheilt, sie erscheint an einem und demselben Stück bald dunkel, bald hell, zuweilen auch in streifiger Farbenzeichnung. Die übrigen physikalischen Eigenschaften hat er mit dem Bergkrystall gemein.

Die schöne blaue Farbe des Amethysts leitet man von Manganoxyd her, was, nebst etwas Eisenoxyd und Thonerde, ihn verunreinigt. Im Feuer verliert er die Farbe und geht durchs Gelbe und Grüne ins Farblose über. Von dieser merkwürdigen Eigenschaft machen die Steinschneider Gebrauch, sodaß viele der geschliffenen Aquamarine und Topase nichts anderes als entfärbte Amethyste sind. In Oberstein kann man große Fässer mit solchen bunt durcheinander geworfenen Bruchstücken gefüllt sehen. Weil eisensaures Kali satt amethystblau gefärbt ist und sich der Amethyst sehr leicht farblos brennt, so hat man auch wol an Eisenfärbung gedacht. Indeß da Mangan nur in der äußern Flamme violblaue, in der innern dagegen farblose Gläser gibt, das Eisen aber außen gelbe, innen grüne, und da ferner die Farbe des Mangans schon verschwunden ist, wenn die gelbe Eisenfarbe sich noch zeigt, so ist obiger Farbenwechsel auch bei Manganfärbung chemisch leicht erklärlich. Freilich behauptet Heintz (Poggendorf's „Annalen", LX, 525) in einem intensiv gefärbten brasilianischen nur $^1/_{100}$ Proc. Mangan gefunden zu haben, was zur Färbung nicht hinreichen könnte.

Enthält der Amethyst dünne Blättchen von Eisenglimmer, oder nadel-

---

1) Von ἀμέθυστος, nicht trunken, ein Mittel gegen die Trunkenheit bei Alten, gegen welche dieser Stein als Amulet getragen wurde.

förmige Krystalle von andern Mineralsubstanzen, so führt er den Namen Haaramethyst.

§. 376. Vorkommen.

Man findet den Amethyst auf Gängen in ältern Gebirgen, theils mit Erzen, theils auf eigenen und Achatgängen, häufig Drusen in Achatkugeln im Mandelstein bildend: *Oberstein in Birkenfeld, in Blasenräumen von Mandelstein, mit Kalkspath, Chabasit und Harmotom, in Krystallen von besonderer Schönheit und Größe von unrein blauer, dunkelviolblauer, seltener von schwärzlicher Farbe; auch lose unter der Dammerde. Schlottwitz und Kunnersdorf in Sachsen auf Gängen im Gneis, in schönen Krystallen mit Jaspis und Quarz. Am *Rothenkopf im Zillerthal in prachtvollen dunkelviolblauen Drusen mit 6 Zoll langen und 2 Zoll breiten Krystallen. Schemnitz in Ungarn auf Erzlagerstätten in Dioritporphyr in ausgezeichneten Krystallen von dunkelblauer Farbe. Von ausgezeichneter Schönheit in der *Barbaragrube zu Porkura in Siebenbürgen in dunkelviolblauen Krystallen von 3 Zoll Länge und 1 Zoll Dicke, die bisweilen von drahtförmigem Golde durchzogen sind. Insel *Ceylon. Gegend von Candian und Saffragam, von ausgezeichneter Schönheit und häufig, theils in Gneis, theils als Geschiebe in dem aus der Zersetzung des Gneises hervorgegangenen Grus. *St.-Mary's Bai in britischen Nordamerika, in Krystallen von ausgezeichneter Schönheit und tief blauer bis röthlicher Farbe in Diorit. *Brasilien, häufig als Geschiebe und von ausgezeichneter Farbe in den Flußbetten. Patanhoi in Parà

Anwendung, die schon die Alten machten, namentlich war er bei ihnen zu Scarabäen und Abraxen sehr beliebt. Einer der größten gravirten Amethyste war derjenige, welcher die Büste des Trajan darstellte; er gehörte zu den Kostbarkeiten, die während der Napoleonischen Kriege aus dem preußischen Staatsschatze geraubt wurden. Ein dem Fürsten Avello in Neapel angehöriger blasser Amethyst veranschaulicht einen unbeschreiblich schönen Minervakopf, von welchem Tölken eine genauere Beschreibung gegeben hat. Ein anderer berühmter Amethyst in der kaiserlich russischen Sammlung stellt das lorberbekränzte umschleierte Haupt eines jungen fast weiblich gebildeten Mannes dar und ist von der feinsten und schönsten Arbeit. Einige haben darin die Darstellung des personificirten Pudor, andere das Haupt eines römischen Kaisers oder Gottes erkannt, noch andere den Kopf des Ptolemäos Auletes, Vaters der Kleopatra. Winckelmann hielt diese Darstellung für einen Kopf des Herakles im Dienste der Omphale, in welcher Situation die energische Männlichkeit der weiblichen Zartheit weichen mußte. Allein Köhler hat dieses Gebilde auf Herakles nach seinem Siege über die Meropes auf der Insel Kos bezogen. Bevor er den Sieg gewann, mußte er vor der Uebermacht seiner Gegner weichen und verbarg sich in weiblicher Gewandung. Nach dem Siege zeigte er sich auf dem Schlachtfelde in demselben Costüm, in welchem er sich verborgen hatte. Zugleich vermählte er sich nach dem Siege mit der Tochter des Alkioros, daher sein hochzeitlicher Schleier. So Köhler. Die Erklärung von Winckelmann beruht auf einem bekanntern und beliebten, die von Köhler auf einem entlegenern Sagenkreise.

§. 378. Werth und Verfälschungen.

Früher standen die Amethyste in bedeutendem Ansehen, man schätzte sie fast dem Sapphir gleich, allein in unserm Jahrhundert hat sie Brasilien in zu großer Menge geliefert, als daß sich die Preise hätten halten können, es mögen daher ihnen auch nur wenige Glasflüsse untergeschoben werden. Tiefe und gleichmäßig vertheilte Farbe von sammtartigem Ansehen, sowie die Größe und Reinheit haben bedeutenden Einfluß auf die Bestimmung des Werthes dieser Steine. Unreine Stücke haben dagegen, selbst wenn sie auch in größerer Masse vorkommen, fast gar keinen Werth. Für einen karatigen Stein zahlt man, wenn er schön geschliffen ist, jetzt höchstens 4 — 6 Thlr., für geringere kaum 1 — 2 Thlr. Dagegen wurde früher ein 13 Linien langer und 11 Linien breiter Amethyst von außerordentlicher Schönheit auf 2500 Fr. geschätzt. Im Jahre 1819 wurde vielleicht die größte Amethystdruse, welche man je gesehen hat, nach London gebracht. Sie ist 2 Fuß lang und 14 Zoll breit, enthält die prächtigsten Krystalle, hat eine ganz reine violblaue Farbe u wiegt 150 Pfd. Da der Eigenthümer, um an dem Eingangszoll zu

den Werth dieſes Steins nur auf 65 Pfd. Sterl. angab, ſo nahm ihn das Zollamt in Beſchlag. Die meiſten Amethyſte kommen jetzt gleich geſchnitten von Braſilien zu uns; ſie werden in größern Partien mit 1—3000 Fr. das Kilo bezahlt.

Untergeſchoben werden dem Amethyſt bisweilen violblaue Kalk- und Flußſpathe, die aber an der bedeutend geringern Härte gleich zu erkennen ſind. Täuſchender ahmt man ihn durch Glasflüſſe nach, denen Kobaltoxyd und Goldpurpur beigemiſcht ſind. Dieſelben haben aber ein höheres ſpecifiſches Gewicht als der Amethyſt.

c. Gemeiner Quarz.

§. 379. Der gemeine Quarz erſcheint kryſtalliſirt, faſt nur in den Combinationen der ſechsſeitigen Säule mit der ſechsſeitigen Pyramide, ſelten mit dem Rhomboeder; auch in Pſeudomorphoſen nach Flußſpath, Baryt, Kalkſpath und andern Mineralien kommt er vor; am häufigſten findet er ſich jedoch derb und eingeſprengt, mit Eindrücken, zellig, zerhackt, oder in körnigen und dichten Aggregaten. Er iſt nur halbdurchſichtig oder kantendurchſcheinend und zeigt größtentheils trübe Farben. — Der gemeine Quarz iſt das verbreitetſte unter allen Mineralien, indem er einen Hauptbeſtandtheil aller Gebirgsformationen, namentlich der Ur- und Uebergangsgebirge, ſowie aller Sandſteine ausmacht, auch als eigene Gebirgsmaſſe im ſogenannten Quarzfels, dann in Gängen und als loſer Sand und Gerölle im aufgeſchwemmten Lande erſcheint.

mit Schmirgel und gibt ihm auf einer zinnernen mit Tripel oder Zinnasche die Politur. Gewöhnlich erhält er die Tafelform, bisweilen aber auch den mugeligen Schnitt. Beim Fassen gibt man ihm eine mit Karminlack oder Goldauflösung gefärbte Folie zur Unterlage.

Der Werth dieses Schmucksteins ist nur gering. Reinheit und Höhe der Farbe bestimmen vorzüglich seinen Preis. Auch verliert er dadurch, daß Farbe und Politur beim Gebrauche leiden; beides soll sich jedoch durch Aufbewahrung an feuchten Orten wiederherstellen lassen. In der Sammlung des Marquis de Drée befand sich eine sehr schöne Vase von diesem Steine, die 9 Zoll Höhe und 2 Zoll im Durchmesser hatte. Dieselbe wurde mit noch zwei andern Vasen der nämlichen Art, von denen die eine von Jaspis, die andere von Amazonenstein war, für 3400 Fr. verkauft.

Durch Glasflüsse wird der Rosenquarz zwar zuweilen nachgeahmt; dieselben zeigen aber lange nicht die Härte als jener, übrigens verlohnt sich auch eine solche Verfälschung wegen des sehr geringen Preises dieses Minerals kaum der Mühe.

β. Katzenauge. [1])

Syn. Schillerquarz. Franz. Oeil de chat, Quarz hyalin chatoyant; engl. Cats-eye; ital. Occhio di gatto.

§. 381. Das Katzenauge kommt in größern oder kleinern, mehr oder minder stumpfeckigen, derben Stücken vor, ist durchscheinend, glas- bis fettglänzend und grünlichweiß bis grünlichgrau und olivengrün, auch braun und roth von Farbe. Es ist ein Quarz, der mit parallelen Amianthfasern durchzogen ist; diese Fasern zeigen einen schönen Seidenglanz, der aus dem Innern der krystallinischen Masse gut reflectirt. Bei der Bewegung spielt das Licht nach Art des Lichtes im Auge der Katzen. Ob die Alten ihn gekannt und unter ihren Asterien begriffen, ist nicht wohl zu bestimmen; es kann wol sein, daß ihn Plinius, 37, 47, schon unter Asteria (inclusam lucem pupilla quadam continet) beschreibt.

Am meisten geschätzt ist nach Graf Bournon das braune Katzenauge mit einem bläulich weißen Schimmer, das aus * Malabar zu uns gebracht wird, das grünliche, welches, wenn es geschnitten ist, gewissen Cymophanen gleicht, kommt von * Ceylon. Dem Indischen ähnliche schillernde Quarze werden aus dem Serpentin von Treseburg im Bodethal und einem Hornblendegestein von Hof angeführt. Doch hat hier der Charakter schon sehr verloren, es sind nur

---

1) Der Name rührt von dem eigenthümlichen Lichtscheine her, welchen das Mineral wahrnehmen läßt und wodurch es Aehnlichkeit mit den strahlenden Augen einer Katze erhält.

gemeine Quarze, worin etwas Asbeſt ſteckt, oder geradezu Asbeſt, den Quarz durchzieht.

Man verwendet das Katzenauge vorzüglich zu Ring- und Nadelſteinen, namentlich wird es in Indien als Schmuck getragen, auch ſollen es die Orientalen häufig als Amulet gebrauchen, weil ſie glauben, daß der, welcher es beſitze, zu großen Schätzen gelange. Am liebſten gibt man dem Steine einen mugeligen Schnitt von der Form einer Kaffeebohne, weil da ſein Lichtſchimmer am ſchönſten hervortritt. Geſchliffen und polirt wird er wie die andern Quarze. Beim Faſſen gibt man ihm eine Goldfolie zur Unterlage. Der Werth des Katzenauges hängt von der Größe deſſelben und von der Farbe und Stärke des Scheins ab. Für ſchön malabariſche Steine der oben angeführten Art bezahlt man im Durchſchnitt 20—40 Fl.; ceyloniſche Steine von der Größe einer Haſelnuß werden ſchon mit 40—50 Fl. holländiſch auf der Inſel ſelbſt bezahlt. Ein Stein von der Größe eines Quadratzolls mit ſchönem gelben und grünen perlmutterartigen Lichtſchimmer hat immer einen Werth von 4—500 Fr. Nach von Moll's „Ephemeriden“ (1806), II. 153, befindet ſich in der kaiſerlichen Schatzkammer zu Wien eine ſehr ſchöne Schale von 5 Zoll Länge von gelblichbraunem Katzenauge.

γ. Praſem. [1])

Franz. Quarz vert Prase; engl. Prase; ital. Prasio.

§. 382. Der Praſem iſt ein kryſtalliſirter oder derber Quarz, der innig

beim Tragen seine Farbe zum Theil verliert und Flecken bekommt, weshalb n nie hohe Preise für ihn bezahlt.

δ. Avanturin. [1])

§. 383. Der Avanturin ist ein gelber, rother oder brauner mit vielen nen Glimmerschuppen oder auch von kleinen Rissen nach allen Richtungen llter Quarz, der deshalb im Innern eine Masse gold- oder messinggelb mmernder Punkte zeigt.

Man findet ihn bei Madrid zwischen Geschieben von Granit, zu Nantes Frankreich, Glen Fernat in Schottland, bei Aschaffenburg in Baiern im eis, Mariazell in Steiermark, im Ural zwischen Miask und Slatoust, wo mächtige Lager im Glimmerschiefer bildet, und am Altai in der Gegend Kolywansk.

Der Avanturin wird zu Ring- und Nadelsteinen, Uhr- und Ohrgehän-, Armspangen, Dosen u. dgl. verarbeitet, und zu diesem Zwecke auf r kupfernen Scheibe mit Schmirgel geschliffen und auf einer zinnernen mit pel oder Zinnasche polirt. Gewöhnlich gibt man ihm eine halblinsenförmige r ovale Gestalt, um sein flimmerndes Aussehen in das vortheilhafteste t zu setzen. Politur nimmt er wegen der Ungleichheit seiner Masse nur ver an und behält sie auch nicht lange, doch kann man derselben durch eiben des Steins mit Mandelöl nachhelfen.

Die Bestimmung des Werthes hängt namentlich ab von der Schönheit Grundfarbe, sowie von der gleichen Vertheilung der eingesprengten Glim-blättchen oder dem lebhaften Schimmern der Sprünge. Im allgemeinen der Preis gegen früher gesunken, da man jetzt auf dergleichen zufällige enschaften nur noch wenig Werth legt.

Sehr häufig macht man den Avanturin durch künstliche Flüsse nach, aber ist immer härter als diese, obwol letztere ihn oft an Schönheit übertreffen. ühmt unter den künstlichen ist der röthliche von der Insel Murano bei ıedig, der neuerlich wieder viel in den Handel kam, dessen Darstellungs-je man aber nicht mehr kennt (Wöhler in Poggendorf's „Annalen", LVIII, ;). Es flimmern daraus zahlreiche kleine Octaëder von Kupfer hervor, che sich im Glasflusse gebildet haben. Mit der Lupe erkennt man sehr

---

1) Die Bezeichnung Avanturin ist aus dem Französischen entlehnt und zwar aventure, Zufall. Man bereitete zu Murano unweit Venedig einen Glasfluß er Zusatz von Messing oder einer andern metallischen Substanz, welche nicht ig aufgelöst war, sondern nur eingeschmolzen erschien, wodurch der Glasfluß n goldglänzenden Schimmer erhielt. Da man diese Zusammensetzung zufällig ıen gelernt hatte, so gab man diesem Glasflusse den Namen Avanturin u ; später denselben Namen auf obigen ähnlichen Stein über.

deutlich gleichseitige Dreiecke an den Kryställchen. Pettenkofer in München soll in der neuesten Zeit die Darstellung dieses venetianischen Avanturins wieder entdeckt haben.

d. Hornstein. [1])

Syn. Keratit, Petrosilex z. Th. Franz. Quarz agathe grossier; engl. Hornstone

§. 384. Der Hornstein kommt gewöhnlich derb, seltener in grossen Kugeln und in Afterkrystallen des Kalkspaths vor. Zuweilen erscheint er auch als Versteinerungsmasse von Hölzern, nicht selten mit ganz deutlicher Holzstructur und wird dann Holzstein genannt. Er ist wenig glänzend bis matt, nur an den Kanten durchscheinend, von splitterigem bis muscheligem Bruch und von verschiedenen grauen, braunen und rothen, seltener grünen und schwarzen Farben. Er findet sich vorzüglich auf Gängen und Lagern im Urgebirge, z. B. in Sachsen, Böhmen, Schlesien, Mähren, Baiern u. s. w. in Kugelgestalt in dem Kalkgebirge, das sich von Ingolstadt über Kehlheim nach Regensburg erstreckt, bei Meißen in Sachsen u. s. w.

Man verarbeitet ihn in derselben Art und Weise wie die übrigen Quarze zu Dosen, Petschaften, Ringsteinen, Kreuzen, Reibschalen u. s. w. Die alten Babylonier brauchten ihn namentlich zu ihren Cylindergemmen. Der Werth, in welchem der Hornstein steht, ist unbedeutend; an den aus demselben gefertigten Gegenständen wird fast nur der Schleiferlohn bezahlt.

Zuweilen gibt man Dosen und andern aus Porzellan gemachten Sachen durch Malerei das Ansehen des Hornsteins, was aber durch genaue

sphäroidischen Stücken, offenbar feuersteinartigen Kugelbildungen, die durch Eisenoxyd intensiv ziegelroth, oder durch Eisenoxydhydrat ockergelb bis kastanienbraun gefärbt sind. Die Farben bilden häufig Streifen und Flammen als Folgen von Oberflächenzersetzung. Der vollkommen muschelige Bruch hat einen eigenthümlichen matten Schimmer (der echte Jaspisbruch) und die Analyse gibt außer Eisenoxyd und Thonerde ungefähr 75 Procent Kieselerde an. Der braune Jaspis mit concentrischen lichtern oder dunklern Streifen, die ungefähr der Kugeloberfläche parallel gehen, findet sich in großer Menge als Kiesel im Nil und im Sande der Wüste. Er wurde zuerst wieder beim Dorfe Incheric durch Paul Lucas 1714 aufgefunden. Bei Kairo bildet er ein Conglomerat, das wahrscheinlich der Kreideformation angehört. Seine große Politurfähigkeit und Menge im Geburtslande des Moses mußte früh die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, und daher könnten die Juden unter Jaschphe wol diesen Stein verstanden haben, wenn es nicht vielleicht edler Opal war. Der rothe Jaspis kommt auf dem Aldinger Stollen zu Auggen bei Mühlheim im Breisgau in großer Menge vor; er liegt in den dortigen Bohnenerzen, und schon die Menge eingesprengter Polythalamien deutet entschieden auf einen Ursprung wie der Feuerstein hin.

2. Gemeiner Jaspis. Derb und eingesprengt, meist roth und braun, aber auch gelblich und schwarz, im Bruche bisweilen wenig glänzend, meist schimmernd oder matt. Manche zeigen zwar noch den echten Jaspisbruch, doch kann man häufig die Grenze einerseits zu dem Hornstein, andererseits zu dem feingestreiften Chalcedon nicht sicher ziehen. Man findet ihn auf Erz-, besonders auf Eisensteingängen an vielen Orten.

3. Bandjaspis (Jaspe rubanné, Striped Jasper). Derbe Massen mit flachmuscheligem Bruche, an denen grau, grün, gelb, roth und braun in gleichlaufenden geraden oder gewundenen Streifen wechseln. Er wird vorzüglich in Sibirien (Ochotsk, Katharinenburg) gefunden, kommt aber auch auf Sicilien, Corsica, dem Harz, in Tirol u. s. w. vor.

Anmerkung. Der sogenannte Porzellanjaspis ist ein gebrannter Schieferthon der Steinkohlenformation oder ein gebrannter Thon des Braunkohlengebirges; vieler Bandjaspis, wie z. B. der von Wolfstitz bei Frohburg in Sachsen, ist ein gestreifter Felsittuff, und der sogenannte Basaltjaspis ein halbverglaster Mergel oder Grauwackenschiefer.

§. 386. Anwendung, Verarbeitung und Werth.

Die verschiedenen Arten des Jaspis waren schon den Griechen und Römern bekannt. Onomakritos (500 v. Chr.) spricht schon von dem frühlingsfarbenen Jaspis, an welchem sich das Herz der Unsterblichen erfreue, wenn man diesen Stein bei sich tragend ihnen ein Opfer bringe. Ihm wer

Wolken seine trockenen Felder befeuchten und bei großer Hitze Segen spenden. Plinius versichert uns, daß man ihn im Orient vorzüglich als Amulet trug und daß man auch viel in ihn, namentlich in die rothe Varietät, graviert. Heutzutage verwendet man ihn meist zu Siegelsteinen, Dosen, Vasen, Tischplatten, zu architektonischen Arbeiten u. s. w. In Florenz gebraucht man den rothen zur Mosaik, den Bandjaspis aber benutzt man zu Cameen. Wir haben bemerkt Plinius, einen großen Jaspis von 15 Unzen Gewicht gesehen, auf welchem das mit dem Panzer versehene Bildniß des Nero hergestellt worden war. Die Geräthschaften der Kleopatra im Palaste, in welchem sie Julius Cäsar bewirthete, waren nach der Darstellung des Lucanus mit edeln Steinen und unter diesen auch mit Jaspis geschmückt.

Vor der feinern Bearbeitung theilt man die Jaspisstücke mittels kupferner, gezähnter Sägen und feinem Sand, oder schneidet die schönen Stücke in gehöriger Größe aus der ganzen Masse heraus, worauf man sie auf kupfernen oder bleiernen Scheiben mit Schmirgel schleift und auf zinnernen mit Tripel, Colcothar oder Kohle polirt; letzteres geschieht aber zuweilen auch auf Holz mit Bimsstein und dann gibt man dem Steine auf einer zinnernen Scheibe mit Tripel und Wasser den letzten Glanz.

Zu gröbern Gegenständen wird der Jaspis im großen, wie der Achat, auf Sandstein mit Wasser geschliffen und auf hölzernen Cylindern oder auf Rädern von Holz, die mit Blei oder Zinn belegt sind, mittels gepulverten Bolus polirt.

hümlichen sanften Ansehen und schönen, wenn auch getrübten Farben bilden. Specifisches Gewicht = 2,5 — 2,6. Sie sind halbdurchsichtig bis undurchsichtig von geringem Wachsglanze bis matt und enthalten stets etwas Thonerde und Eisen. Dieselben müssen nach Fuchs als ein inniges Gemenge von amorpher und krystallinischer Kieselerde in unbestimmten Verhältnissen betrachtet werden, aus welchem sich die amorphe Kieselerde oder der opalartige Bestandtheil durch Kalilauge ausziehen läßt. Dafür scheint auch die Art ihrer Verwitterung zu sprechen, indem sie schichtenweise ganz matt werden können, sogar an der Zunge kleben, was nur durch Verlust von Substanz geschehen kann.

Die Porosität der Chalcedone ist außerordentlich wichtig für die Steinschleifer, indem sie dadurch auf das schönste mit färbenden Mitteln getränkt werden können, was ihren Werth bedeutend erhöht und sie für gewisse künstlerische Arbeiten, wie Cameen und Intaglien, erst recht geschickt macht.

Daß die verschiedenen Schichten der chalcedonartigen Mineralien in ihrer Porosität verschieden sind, läßt sich schon aus einer interessanten Erfahrung folgern, die von Kobell an den geschliffenen Achaten bei der Anwendung der Flußsäure gemacht hat, indem dabei die verschiedenen Streifen nicht gleichförmig angegriffen wurden und sich mehr oder weniger erhaben darstellten.

Noch unmittelbarere Beweise für die Porosität des Chalcedons hat schon Gautieri beigebracht. Bei Vicenza kommen Chalcedonkugeln vor, die im Innern Wasser oder Luft, oft auch beides zugleich eingeschlossen enthalten, sodaß man durch die durchscheinenden Kugeln bei ihrer Bewegung die Ortsveränderung der immer die obern Theile einnehmenden Luftblase wahrnehmen kann. Man nennt diese Steine Enhydri. Gautieri ließ einige dieser Chalcedone, welche kein Wasser, sondern nur Luft eingeschlossen enthielten, mehrere Wochen lang im Wasser liegen und beobachtete die Erfolge. Etliche hatten hierauf wirklich Wasser in ihren hohlen Räumen, andere nicht, waren aber durchsichtiger und schwerer geworden. Solche Chalcedonkugeln verlieren, wenn sie längere Zeit in trockener Luft liegen, ihr eingeschlossenes Wasser, ohne daß man irgendeine Oeffnung oder einen Sprung darin wahrnehmen kann. Es liegt darin allein schon der Beweis ihrer durch Gautieri auf dem Wege des Experiments nachgewiesenen Porosität. Fuchs hat später den Versuch mit ähnlichen Chalcedonkugeln von Schio aus dem Gebirge von Zuggiano und Lago wiederholt. Er gelang ihm nicht so leicht wie Gautieri: aber doch für die zu beweisende Thatsache ebenso überzeugend. Längeres Liegen im Wasser war selbst bei der Anwendung eines starken Druckes nicht im Stande, wieder Wasser in die wasserleeren Kugeln zu bringen; leicht aber führt eine allmähliche Erhitzung der Kugeln unter Wasser bis zum Sieden dieses letztern und spätere Erkaltung (natürlich ohne daß sie aus dem Wasser herausgenommen

wurden) zum Ziele. Ein Theil der durch die Erhitzung expandirten Luft war aus den Höhlungen durch die Poren der Schale entwichen und durch die natürlichen Oeffnungen wurde das Waſſer beim Erkalten gepreßt, während die Größe der Luftblaſe von der Differenz der Temperatur abhängig blieb.

Bei manchen durchſcheinenden Chalcedonen laſſen ſich ſchon die kleinen Höhlungen, womit der Stein durchzogen iſt, mit der Lupe erkennen, es ſind Bläschen, oft rund, auch länglich; ſehr häufig fließen die Blaſen ineinander und liefern tuberkulöſe Räume. Es iſt aber ſelten, daß man dieſe Räume mit der Lupe ſchon entdecken kann, meiſt werden ſie erſt unter dem zuſammengeſetzten Mikroſkop ſichtbar. Unter dieſem erſcheint namentlich der braſilianiſche Karneol, der ſich auch beſonders ſehr gut färben läßt, ganz mit kleinen Bläschen erfüllt. In einem ſogenannten Regenbogenachat (Chalcedon), der in den Sonnenſchein gehalten bekanntlich ſchön iriſirende Farbenſtreifen zeigt, waren die ſehr ſchmalen und zugleich ſehr in die Länge gezogenen Bläschen in linearer Richtung nebeneinander gelagert, worin auch wol die Urſache jener optiſchen Erſcheinung zu ſuchen ſein dürfte.

Man unterſcheidet folgende Varietäten des Chalcedons:

a. Gemeiner Chalcedon.[1])

§. 388. Der gemeine Chalcedon findet ſich in den ausgezeichnetſten nierenförmigen, traubigen und ſtalaktitiſchen Geſtalten, in den mannichfaltigſten und zierlichſten Formen, derb, in Platten, Geſchieben, Kugeln und Knollen als Verſteinerungsmaterial von Schnecken und Muſcheln, in Pſeudomorphoſe

Als Untervarietäten kann man etwa folgende unterscheiden.

1. Chalcedonyx: graue und weiße Streifen wechseln miteinander.
2. Regenbogenchalcedon heißt der graue, dünne und concentrisch-schalige, welcher quer durchschnitten und gegen das Licht gehalten irisirt.
3. Punktchalcedon oder Stephanstein ist ein weißer Chalcedon mit blutrothen Flecken.
4. Wolkenchalcedon hat eine hellgraue durchscheinende Grundmasse mit dunkeln und trüben wolkenartigen Stellen.
5. Halbkarneol oder Cerachat, ein Chalcedon von gelber Farbe.
6. Mokkastein [1]) (Baumstein, Baumachat, Moosachat). Derjenige Chalcedon, welcher mit schwarzen, rothen oder braunen pflanzenähnlichen Zeichnungen versehen ist, die täuschend manchen Moosen oder Conferven gleichen. Man hat dieselben wol für organischen Ursprungs gehalten, genauere Untersuchungen aber haben gelehrt, daß sie wahrscheinlich nur Infiltrationen von Metalloxyden, namentlich Manganoxyd, in der gallertartigen Kieselmasse sind.
7. Enhydros: grauweiße, nußgroße Chalcedonkugeln vom Monte-Berico im Vicentinischen, deren innere Höhle mit Flüssigkeiten gefüllt ist, die durch die Wände durchscheinen.

§. 389. Bearbeitung und Anwendung.

Größere Stücke des Chalcedons werden durch einen ausgespannten kupfernen Draht, der mit Schmirgel und Oel bestrichen ist, in beliebige kleinere geschnitten, dann auf einer kupfernen Scheibe mit Schmirgel geschliffen und auf einer zinnernen mit Tripel, Zinnasche oder Bimsstein polirt. Gewöhnlich gibt man ihnen ei-, linsen- oder halbkugelförmige Formen ohne alle Facetten und verwendet dann die feinern Sorten zu Ring- und Nadelsteinen, Arm- und Halsschmuck, die geringern aber zu Uhrschlüsseln, Petschaften und andern Schmuckgegenständen, oder auch zu Dosen, Vasen, Knöpfen u. dgl. m. Der Werth hängt im allgemeinen von der Schönheit, Reinheit und Gleichheit der Farben und Zeichnungen, die sie haben, ab; auch das Freisein von Rissen, Sprüngen und fehlerhaften Stellen erhöht ihn, doch hat er im ganzen, namentlich seit die künstliche Färbung aller derartigen Steine so überhandgenommen, sehr abgenommen. In Oberstein färbt man die Chalcedone jetzt in allen Farben und erzeugt Mokkasteine, deren baumartige Zeichnungen zierlicher und zarter sind als die der natürlichen.

Der Chalcedon fand schon im Alterthum bedeutende Anwendung,

---

1) Nach dem arabischen Hafen, von wo man sie früher bezog.

sich ziemlich leicht bearbeiten ließ. So bestanden die babylonischen Siegelringe gewöhnlich aus Chalcedon, Hämatit und Achat und auch in Persien waren auf ihrer Achse durchbohrte Chalcedone als Amulete beliebt. Von Gravirungen erwähnt Winckelmann ein schönes kleines Brustbild des Augustus, welches über 6 Zoll eines römischen Palms hoch ehemals in dem Museo Carpegna war, zu seiner Zeit aber sich in der Vaticanischen Bibliothek befand; ferner den Chalcedon mit dem sterbenden Othryades, den er gleichzeitig mit dem Anakreon und dem Smaragd des Polykrates betrachtet („Geschichte der Kunst", I, 217 fg.). Unter den wiener Cameen sind zwei Chalcedone hervorzuheben, von welchen der erstere den von der Brust bis an den Unterleib ganz entblößten, unten mit der Toga bedeckten Augustus darstellt. Sein Haupt ist mit Lorber bekränzt und seine Linke ruht auf dem obern Ende zweier mit Früchten ausgestatteter Füllhörner, während seine Rechte das Scepter hält. Er sitzt auf einem mit einer beflügelten Sphynx verzierten Throne. Neben ihm bemerkt man die Roma mit Schild und Helm. Der andere dieser Steine zeigt den Tiberius en face, seine Brust mit der Toga bedeckt, das Haupt mit Lorber bekränzt.

b. Karneol[1]) oder rother Chalcedon.

Sarder, Sardonyx. Franz. Cornaline, Sardoine; engl. Carnelian; ital. Corno-

§. 390. Der Karneol findet sich in unvollkommenen Kugeln, öfterer aber in stumpfeckigen Stücken. Er ist blutroth in das Wachsgelb

in Achatkugeln des Mandelsteins mit Amethyst und Chalcedon. Waldshut in Baden, in Trümern und Schnüren oft von besonderer Schönheit in Sandstein. *Barotsch in der Provinz Guzurate in Ostindien von besonderer Schönheit als Geschiebe. Gebbel Maaba und Gebirge von Fasoglo in Nubien als Geschiebe in hügeligem Alluvialboden. In den Flüssen *Uruguays als Geschiebe.

Die Juweliere und Steinschneider unterscheiden folgende Abarten des Karneols:

1. Männlicher Karneol oder Karneol vom alten Stein (cornaline mâle oder cornaline de vieille roche): dunkelroth von Farbe.
2. Weiblicher Karneol (cornaline femelle): blaßroth, ins Gelbliche übergehend.
3. Sarder (sardoine): hochbraun, ins Pomeranzenfarbige und Gelbe übergehend.
4. Sardonyx: solche Lagen wie die Farbe des Sarders wechseln mit weißen Lagen.
5. Karneolonyx: blutrothe Streifen wechseln mit weißen.
6. Karneol-Beryll: weißgelb von Farbe.

§. 391. Bearbeitung und Anwendung.

Der Karneol wird auf einer bleiernen Scheibe mit Schmirgel geschliffen und auf einer hölzernen mit Bimsstein polirt, den letzten Glanz erhält er aber auf einer aus Blei und Zinn bestehenden Scheibe mit Wasser. Gewöhnlich schneidet man ihn vier-, sechs- oder achteckig, wol auch rund und gibt ihm am obern Theile die Form des Treppenschnitts; zur Verstärkung des Glanzes erhält er eine silberne oder goldene Folie, oder man streicht auch seinen Untertheil mit einer Farbe an, die der des Steins entspricht. Durch Glühen sucht man, wie schon oben bemerkt, seine Farbe zu verbessern. Der ins Gelbliche stechende Stein erhält ein angenehmes Roth, wenn man ihn im Sandbade einer mäßigen Hitze aussetzt und vorsichtig abkühlen läßt. Man verwendet den Karneol namentlich zu Ring- und Petschaftsteinen, Uhrschlüsseln, Armbändern und andern Schmuckgegenständen. Sehr viel wird er auch zum Graviren und zu Cameen benutzt. Beim Schneiden von Cameen aus Karneolonyx wird die schneeweiße Lage zur Figur, die rothe zum Grund genommen; enthält er noch eine dritte milchweiße Lage, so wird dieselbe häufig zum Haar der Camee verwendet. Zuweilen werden auch vertieft geschnittene Gegenstände mit farbigem Schmelzglase ausgefüllt. Jene Cameen, welche zuweilen aus Indien, oft mit den bizarrsten weißen Zeichnungen zu uns men, werden dort von den Eingeborenen auf eine eigene Weise verfert

bedecken nämlich den ganzen Stein mit kohlenſaurer Soda und ſetzen ihn einige Augenblicke dem Feuer aus, wodurch ein harter Schmelz entſteht, der zum Schneiden der Figuren dient.

§. 392. Berühmte Cameen und Intaglien des Alterthums aus Karneol.

Der Karneol und ſeine Abarten waren es namentlich, weil ſie ſich verhältnißmäßig leicht bearbeiten ließen und doch dabei eine gewiſſe Härte und ſchöne Farben beſaßen, welche von den Griechen und Römern zu Cameen und Intaglien verwendet wurden. Wir wollen hier nur einige der bekannteſten und berühmteſten anführen, da eine größere Ausführlichkeit den Zweck dieſes Buchs überſchreiten würde. Die älteſten griechiſchen Gemmen, welche man überhaupt kennt, ſind ein Karneol der königlich preußiſchen Sammlung, auf dem Jupiter geflügelt gebildet iſt, welcher der Semele erſcheint, und eine bekleidete Venus auf einem undurchſichtigen, der Höhe nach durchſchnittenen und durchbohrten Sardonyx-Cylinder. Sie ſind beide jünger als die Käfer des erſten Zeitraums der etruskiſchen Steinſchneidekunſt. Aus dem erſten Zeitraume dieſer befindet ſich ein Karneol in der kaiſerlichen petersburger Sammlung, auf welchem ein männliches Haupt mit künſtlich geordnetem, ſtarken, langen Barthaar dargeſtellt iſt, worin Köhler den Zeus Apomyos erkannt hat. Aus dem zweiten Zeitraume beſitzt das Britiſche Muſeum einen Karneolkäfer von feinerer Arbeit mit der Darſtellung der Venus. Die Göttin trägt ein langes zierlich und reich gefaltetes Unterkleid, unten mit einem Saume verſehen,

Zügen bewundernswerth. Die Haare sind in einem verschiedenen nur dieser Gemme eigenen Geschmacke, in schön gelegten nur wenig geschlungenen Locken, mit Abwechselung und Leichtigkeit gearbeitet. Auf einem kleinen Karneol in der Sammlung zu Florenz bemerkt man einen vortrefflichen mit Lorbern und Hauptbinde geschmückten Kopf des Apollo. Im berliner Museum befindet sich ein unvergleichlicher indischer Karneol fast von der Klarheit eines Hyacinth mit dem Kopfe des Sextus Pompejus. Unter allen in Stein geschnittenen Bildnissen, bemerkt Tölken, ist dieses das naturwahrste und seelenvollste, in dessen charakteristischen, obwol nicht energischen Zügen gleichsam das Leben zittert. Auf einem kleinen Karneol von antiker Arbeit mit der Büste der behelmten Athene, in der kaiserlich russischen Sammlung zu Petersburg bemerkt man die Aegis der Göttin in eigenthümlicher Gestalt. Die Grundlage derselben bildet ein Ziegenfell, welches man an seinem Haar und an seinen Enden erkennt. Auf diesem ist der aus Schlangenschuppen bestehende Panzer befestigt, und auf diesem ist das Medusenhaupt mit zwei sich emporrichtenden Schlangen angebracht. Das Medusenhaupt mit lang herabwallendem Haar ist aber nicht en face, sondern in Profil gebildet, eine bisher nirgends gefundene Eigenthümlichkeit. Der unten angebrachte Fisch deutet wahrscheinlich auf den See Triton, von welchem die Göttin den Beinamen Tritonia erhalten hat. Ein Karneol enthält auch das Geburtsfest des Dionysos, welches auch einfach als Weinlese- oder Kelterfest betrachtet werden kann, einer der berühmtesten vertieft geschnittenen Steine aus dem Alterthum, welcher einst im Besitze Michel Angelo's gewesen ist. Ein interessanter Karneol der königlich preußischen Gemmensammlung zeigt den Herakles am Scheidewege, in seiner Nähe die Aphrodite als Personification der Wollust und ein Genius als Personification der Tugend. Die Unentschlüssigkeit in der Haltung des Heros ist vortrefflich ausgedrückt. Auf einem Karneol derselben Sammlung finden wir den Aesculapius, das Haupt mit einer Binde umwunden, auf einem Sessel sitzend und Früchte von einem Strauche pflückend und in einem Korbe sammelnd, welchem der Stab mit der Heilschlange als Untersatz dient.

Unter den Arbeiten auf Sardonyx ist die berühmteste die sogenannte Gemma Augustea, in welcher man früher die Apotheose des Augustus veranschaulicht glaubte, welche aber nichts anderes bezeichnet, als die unter den Auspicien des Augustus und während der höchsten Blüte seiner Herrschaft erworbenen und begangenen Triumphe seines Stiefsohns Tiberius und dessen Adoptivsohns Germanicus, des Enkels des Kaisers, welche eben von ihren siegreichen Kriegsunternehmungen nach Rom zurückgekehrt sind. Der Sage nach wurde diese Camee in Palästina gefunden und kam durch die Ritter des heiligen Johannes zu Jerusalem an Philipp den Schönen von Frankr
Dieser vermachte sie den Nonnen zu Poissy, von welchen sie in den b

lichen Unruhen wegkam und nach Deutschland gebracht wurde, wo sie Kaiser Rudolf II. um 12000 Dukaten ankaufte. Sie ist 9 Zoll hoch und 8 Zoll breit und besteht in folgender Darstellung, welche in zwei Felder abgetheilt ist: Augustus erscheint als Mittelpunkt der obern Scene, welche die Hauptgruppe bildet, auf einem Throne sitzend, zu seiner Rechten die personificirte Roma und dieser zur Rechten Germanicus als kriegerischer Jüngling im Panzer und Feldherrnmantel. Hinter dem Germanicus bemerkt man die Köpfe und Füße der Rosse, welche den Triumphwagen ziehen, von welchem Tiberius in Begriff steht abzusteigen. Auf dem Siegeswagen neben dem Tiberius steht eine vortrefflich ausgeführte beflügelte Victoria mit einem ebenso idealen Angesicht als die Roma. Von der linken Seite des Augustus haben zwei göttliche Mächte ihren Blick auf ihn gerichtet, die personificirte Terra und der Oceanus oder die Symbole der Landmacht und der Seemacht. Neben dem letztern, aber etwas tiefer, befindet sich die personificirte Abundantia, deren Rechte auf dem Füllhorn ruht, während ihr zur Seite zwei Kinder in zartem Alter stehen. Im untern Felde wird von römischen Kriegern, theils Legionssoldaten, theils Hülfstruppen, ein Siegeszeichen (Tropaeum) mit allem herkömmlichen Zubehör, Panzer, Helm, Schild u. s. w. errichtet und die Tropäumssäule eben in ihre richtige Stellung gebracht. Zu den Füßen der vier Legionssoldaten sitzen an der Stelle, wo das Tropäum aufgerichtet werden soll, zwei Kriegsgefangene, ein Mann und eine Frau, während auf der andern Seite zwei leichtbewaffnete Krieger von den römischen Hülfstruppen jeder ein

Gruppe auf einem beflügelten, von einem ebenfalls beflügelten Genius am Zügel geleiteten Rosse und streckt die rechte Hand aus, wie es scheint, um jene zu begrüßen. Das zweite figurenreichere Feld umfaßt die noch blühende Nachkommenschaft des Augustus, die regierende Dynastie, den Tiberius und die noch lebenden Glieder der gesammten kaiserlichen Familie. Das unterste oder dritte Feld umfaßt zehn Figuren, welche männliche und weibliche Kriegsgefangene darstellen sollen, wie es scheint theils aus germanischen, theils aus orientalischen Völkerschaften.

Ein dritter ausgezeichneter Cameo ist der niederländische, ebenfalls ein Sardonyx, jedoch nur aus drei Lagen bestehend und 10 Zoll hoch. Der Entwurf der Zeichnung ist vorzüglich, die Ausführung dagegen und somit der Kunstwerth desselben der Arbeit der beiden vorigen um vieles nachstehend. Hier ist der Kaiser Claudius als triumphirender Jupiter dargestellt (wahrscheinlich in Beziehung auf seinen Sieg in Britannien), dann Messaline, Octavia, Britannicus auf einem Wagen von Centauren als Tropäenträgern gezogen, indem die Victoria voranfliegt. Eine ähnliche Darstellung findet man auf einem pariser Cameo von geringerer Größe, nämlich Germanicus und Agrippina als Triptolemos und Demeter Thesmophoros durch die Länder fahrend.

Der größte aller aus dem Alterthume erhaltenen und bekannt gewordenen Cameen ist derjenige, welcher einst dem Cardinal Carpegna gehörte, dann in der Bibliothek des Vatican aufbewahrt wurde und später sich in dem Musée Napoléon zu Paris befand. Im Jahre 1848 existirte derselbe noch in den Gemächern der Tuilerien. Er ist 1 Fuß $3^1/_8$ Zoll breit und $10^3/_4$ Zoll hoch und besteht aus fünf Lagen. Das Bildwerk desselben stellt den Triumph des Dionysos und der Demeter dar auf einem von vier Centauren (zwei männlichen und zwei weiblichen) gezogenen Wagen.

Zu den schönsten und edelsten Werken der antiken Glyptik ist ferner der ebenso durch feine Arbeit als Größe ausgezeichnete Cameo Gonzaga zu zählen, welcher fast einen halben Fuß lang und im geistreichsten Stile ausgeführt ist. Derselbe stellt in zwei herrlichen Brustbildern die Bildnisse von Ptolomäus und der ersten Arsinoe dar. Ferner befinden sich auf einem Sardonyx von drei Lagen im wiener Cabinet einerseits der bärtige Kaiser Severus und seine Gemahlin Julia Domna, andererseits ihre Söhne Caracallus und Geta. Ein vortrefflicher pariser Sardonyxcameo von drei Lagen stellt die Kaiserin Messalina mit ihren beiden Kindern, den Britannicus und der Octavia dar. Einen höchst interessanten Cameo (Onyx mit weißer Schicht auf dem Grunde) mit der Darstellung des Zeus Aegiochos hat Enn. Quirin. Visconti in einer besondern Schrift beleuchtet und eine sehr sauber ausgeführte Abbildung desselben beigegeben. Er bezeichnet diese Gemme als ein

bewundernswürdiges Kunstwerk. Das Haupt- und Barthaar zeichnet sich durch eine anmuthig geordnete Lockenfülle aus und das Haupt ist mit einem Eichenkranz geschmückt. Dieser Cameo wurde in den letzten Decennien des vorigen Jahrhunderts zu Ephesus aufgefunden und war Eigenthum eines patricischen Ritters Zulian zu Venedig, als Visconti seine Abhandlung über denselben herausgab. Die kaiserliche Sammlung zu Petersburg besitzt einen vortrefflichen Cameo von beträchtlicher Größe in Sardonyx, welchen Köhler als einen der schönsten Steine in seiner Art bezeichnet hat. Die Darstellung besteht in einem Ganymed und die Arbeit ist hier ebenso vollkommen, als die Schichten des Steins vortrefflich benutzt worden sind. Hierher gehört auch ein Onyxcameo mit der Darstellung des den Cerberus fesselnden Herakles von hervorragender Schönheit in der königlich preußischen Gemmensammlung. Dieselbe Sammlung besitzt auch ein ganz vortreffliches Onyxgefäßchen mit erhabenen Figuren von der feinsten und correctesten Arbeit. Ein im Besitz des russischen Kaisers sich befindender sehr schöner Sardonyx mit erhabener Arbeit stellt das jugendliche Bildniß der Livia dar und ein Sardonyx aus zwei Lagen die drei völlig unbekleideten Grazien, welche, wie Köhler angenommen, auf keinem andern uns bekannten Cameo in dieser Weise gefunden werden.

§. 393. Werth.

Der Karneol wird seiner schönen Farbe wegen etwas besser bezahlt als

1. Chrysopras. [1])

Franz. Quarz agathe Prase, Prase; engl. Chrysoprase; ital. Crisoprasio.

§. 394. Eigenschaften.

Unter den kiesigen oder quarzigen minder kostbaren Schmucksteinen ist der Chrysopras einer der beliebtesten, da er eine sehr schöne apfelgrüne Farbe von sehr verschiedenen Nuancen besitzt, angenehm durchscheinend ist und eine vortreffliche Politur annimmt, wozu sich noch die Eigenschaft gesellt, daß er in größern Stücken ziemlich selten ist. Unter seine besondern Eigenthümlichkeiten gehört die, daß er bei längerm Gebrauche, namentlich zum Siegeln, seine Farbe theilweise verliert, nach und nach verbleicht; Wärme und Sonnenlicht entziehen ihm die Farbe. Es rührt dies von dem ihm eigenthümlichen färbenden Princip her, welches aus Nickeloxyd besteht. Der Chemiker Klaproth fand letzteres zuerst auf, zugleich aber auch, daß der Chrysopras eine geringe Quantität Wasser enthält. Das Nickeloxyd ist daher wahrscheinlich mit Wasser verbunden als ein sogenanntes Hydrat in dem Chrysopras vorhanden und viele Metalloxyde erscheinen in ihren Färbungen anders und oft viel schöner, wenn sie Wasser enthalten. Geht ein Theil des Wassers durch den Einfluß der Wärme in den Steinen verloren, so verschwindet ihre ursprüngliche schöne Farbe mehr oder weniger. Chrysoprase, welche in jener Weise ihre Farbe eingebüßt haben, erlangen sie wieder, wenn sie einige Zeit in feuchte Erde eingegraben oder in befeuchtete Baumwolle eingewickelt aufbewahrt werden. Noch leichter kann man aber ihre Farbe wiederherstellen, wenn man sie mit einer erwärmten salpetersauren Nickelauflösung behandelt.

§. 395. Vorkommen.

Der Chrysopras kommt namentlich in Schlesien bei *Kosemitz, *Gläsendorf, *Grochau und *Baumgarten unweit Frankenstein in einem aufgelösten, fast erdigen Serpentinfels vor. Häufig spült der Regen auf den grochauer Bergen Chrysopras los oder die Pflugschar bringt ihn zu Tage. Er kommt im Serpentin und zwar in größern schönen Stücken ziemlich selten, in plattenförmiger Gestalt in Adern und Trümern in Begleitung von einigen andern Mineralien vor. Diese sind vorzüglich Quarz, Hornstein, Chalcedon, Opal, Pimelith (die beiden letzten Mineralien erscheinen in der Farbe des Chrysopras und sind ebenfalls durch Nickeloxyd gefärbt), Asbest, Talk, Steinmark, Grünerde und Speckstein. Man nennt den mit dem Chrysopras vorkommenden grünen Opal Chrysopal. Der Pimelith scheint eine Umbildung des Chry-

---

1) Von χρυσός, Gold, und πράσιος, lauchgrün.

sopras und Chrysopals zu sein. Die Steinschleifer zu Warmbrunn in Schlesien verarbeiten den meisten Chrysopras.

Außer in Schlesien findet man den Chrysopras noch in Sachsen unfern Schwarzenberg am Wildenauerberge in kleinen Partien in Blöcken aus dem Glimmerschiefergebirge; von dunkelapfelgrüner Farbe zu Wintergasse im Stubachthale im Salzburgischen, bei Ruda in Siebenbürgen, und von ungewöhnlicher Schönheit in den Vereinigten Staaten zu Neu-Jane (Vermont) in Serpentin und zu St.-Lawrence (Neuyork) mit Kalkspath und Chalcedon.

…tliches.

…pras unter den Gemmen an, die …ehntern Begriff hatten als den …aturforscher erzählt uns, daß man …Stein in großen Massen in Jo… mit nicht unsern Stein- gemeint. …em Bergrath Lehmann gegen die …osemitzer Stein gebraucht worden. Lehmann eröffnete nämlich den Wiederbetrieb der kosemitzer Chrysoprasgräbereien für die preußische Regierung. Man sagt, daß ein preußischer Offizier den Chrysopras zuerst im Jahre 1740 bei einer Mühle auf den kosemitzer Bergen entdeckt habe. Damals mochte der Fundort des Chrysopras unbekannt gewesen sein, denn seine Verwendung ist eine viel ältere. Die kostbaren Steinmosaikwände der St.-Wenzelskapelle in der Domkirche St.-Veit zu Prag, welche aus dem 14. Jahrhundert herrühren, enthalten große, prachtvolle Stücke von Chrysopras in Menge. Seinen Ruf bekam er erst in neuerer Zeit wieder durch Friedrich den Großen, welcher Sanssouci damit schmückte. In dem königlichen Schlosse zu Potsdam befinden sich noch zwei Tische, deren Platten 3 Fuß lang, 2 Fuß breit und 2 Zoll dick aus Chrysopras bestehen.

§. 397. Anwendung und Verarbeitung.

Man verwendet den Chrysopras namentlich zu Siegelringen, Brust-, Arm- und Gürtelspangen, in Diademen und andern Schmucksachen. Die Bearbeitung desselben ist schwierig und muß sehr vorsichtig geschehen, weil, wenn man ihn zu heiß werden läßt, er dadurch leicht splittert und auch in seiner Farbe unrein wird. Das Schleifen geschieht auf einer zinnernen oder bleiernen Scheibe mittels des besten Schmirgels und unter Anfeuchten mit Wasser. Die Politur erhält er auf einer Scheibe von Zinn mit Tripel. Am besten gibt man ihm den Tafelschnitt, oder schleift ihn en cabochon und versieht ihn mit einigen Randfacetten. Zuweilen gibt man ihm eine Folie von grü-

nem Taffet zur Unterlage; ist er aber rein und seine Farbe ziemlich dunkel, so faßt man ihn à jour. Schlechtere Sorten werden oft, um ihren Effect zu erhöhen, mit einem Gemisch von Grünspan oder Berggrün und einem guten Weiß, mit Mastix verbunden, auf dem Untertheile bemalt.

§. 398. Werth und Verfälschungen.

Der Werth des Chrysopras hängt namentlich von der Schönheit der Farbe und dem Freisein von Fehlern ab. Die Fehler kommen häufig erst während des Schleifens oder durch dasselbe zum Vorschein und bestehen in ölartigen, weißlichen Flecken, blassen grauen Wolken und Streifen, splitterigen Stellen und Rissen, oder auch in größern oder kleinern eingesprengten röthlichen Thonkörnern. Im ganzen ist der Preis des Chrysopras in neuerer Zeit etwas gefallen, wozu vorzüglich auch die große Menge, welche man gewann, beigetragen haben muß und weswegen man auch die Gruben theilweise verschüttete. Doch steht er immer noch in einem viel höhern Preise als die meisten andern Varietäten des Chalcedon. Ein schöner Ringstein kostet jetzt 5 — 10 Thlr. und mehr, während man geringere Sorten kaum mit 1 — 2 Thlr. bezahlt. Am meisten geschätzt sind die apfelgrünen; ein klares fleckenloses Ringstück der Art, mit lebhafter Farbe und von 1 Zoll Länge und ½ Zoll Breite wird mit 20 – 30, ja sogar mit 60 Dukaten bezahlt, da es sehr schwer ist, Stücke dieser Größe zu erhalten, oder sie aus größern Platten zu schneiden. In Paris wurde ein schöner, oval geschliffener Stein von 8 Linien Länge und 7 Linien Breite für 310 Fr. verkauft.

Verfälscht wird der Chrysopras zuweilen durch Glasflüsse. Auch stellen die obersteiner Steinschleifer aus gewöhnlichem weißen Chalcedon durch chemische Behandlung Chrysoprase dar, die den natürlichen ziemlich ähnlich sind. Ein Kenner wird aber doch immer diese künstlich gefärbten Steine von den echten zu unterscheiden wissen.

2. Heliotrop. [1])

Franz. Quarz agathe ponctuée, Jaspe sanguin; engl. Heliotrope; ital. Eliotropio.

§. 399. Der Heliotrop findet sich derb, in eckigen Stücken, hat einen groß- und flachmuscheligen Bruch und eine berg- bis lauchgrüne Farbe, die mit rothen Chalcedonpunkten, welche durchsichtiger sind als die grüne Masse, besäet ist. Er ist wenig glänzend, von Fettglanz,

---

1) Von ἥλιος, Sonne, und τρόπειν, wenden, weil man sich, wie Plin. erzählt, seiner in der Dioptrik bediente, oder auch, weil man glaubte, er wende die Sonnenstrahlen ab und mache unsichtbar.

mehr oder weniger an den Kanten durchscheinend und zeigt eine etwas geringere Härte als der gemeine Chalcedon. Die orientalischen nehmen eine schöne Politur an, die schottischen haben dagegen schon einen halbmatten Jaspisbruch. An der Luft verliert er etwas von seiner grünen Farbe und Kieselschaftsteine, die man auf zu heißes Siegellack drückt, werden bisweilen ganz weiß.

*Neubelland, mit Chalcedon und Achat in basaltischem Mandelstein, von besonderer Schönheit. Ostindien: Imagaon unfern Ahmednuggur im basaltischen Mandelstein. Bucharei. China. Schottland: Insel Mull, kleine mandelförmige Stücke in Basalt; Insel Kerrera in Basalt; Insel Glaß, in basaltischem Mandelstein, *Insel Rum, Gebirge Scouirmore, von besonderer Schönheit im Mandelstein, mit krystallisirtem Quarz und Chalcedon, kleine Gänge bildend. Siebenbürgen: in den Eisensteingruben von *Torocsko, nicht unähnlich den orientalischen; besonders schön in den Mandelsteinen von Tekerö, Akufcsa, Felsö, Vacza und Herczegány.

Der Heliotrop wird vorzüglich zu Ring- und Siegelsteinen, dann zu Gemmen, Uhrschlüsseln, Tabatièren und andern Gegenständen der Bijouterie verwendet, im Orient auch zu Säbel- und Degengriffen. Uebrigens wird er wie der Chalcedon verarbeitet, zuweilen aber auch auf messingenen Scheiben geschliffen; öfters schneidet man ihn auch en cabochon. Früher gravirte man viel auf diesen Stein und die Künstler benutzten bisweilen mit Vortheil die rothen Chalcedonpunkte, welche er enthält. So findet sich in der kaiserlichen

sowie durch größere Durchscheinenheit. Beim Schleifen nimmt er an manchen Stellen keinen Glanz an. Er ist fast nur durch die antiken Gemmen aus den Ruinen Roms bekannt. Das in neuerer Zeit verarbeitete Mineral kommt namentlich aus Kalkutta nach Oberstein; jedoch kommen auch an andern Punkten, wie z. B. am Hauskopf bei Oppenau im nördlichen Schwarzwalde, plasmaähnliche Massen vor. Der bisher unbekannte Fundort, aus dem die Alten ihr Material bezogen und der ganz verloren ging, dürfte durch den Reisenden Siber nun wieder aufgefunden sein, da er von den Kataraften des Nil mehrere höchst deutliche Exemplare mitbrachte, die dieser Fluß aus Nubien oder Abyssinien dahin schwemmen mag.

Anhang.

Achat.

Franz. Agathe; engl. Agate; ital. Quarzo agato.

§. 401. Der Name Achat gehört streng genommen nicht in die Mineralogie, denn diese befaßt sich nur mit der Charakterisirung der einfachen Mineralien, d. h. derjenigen, welche bei ihrer mechanischen Zertheilung in allen ihren Fragmenten wesentlich von derselben Beschaffenheit sind. Achat ist aber ein Collectivname für eine Zusammensetzung aus gewissen kieseligen oder quarzigen Mineralien, welche sich in der Textur, Farbe, Durchsichtigkeit u. s. w. voneinander unterscheiden. Diese Mineralien sind Chalcedon, Karneol, Quarz, Jaspis, Amethyst und noch einige andere. Wenn zwei, drei, vier u. s. w. dieser Mineralien untereinander verbunden sind, in Streifen, Flecken u. dgl. eine zusammenhängende Masse bilden, so ist das ein Achat: eine Benennung übrigens, welche insoweit ziemlich unbestimmt ist, als sie im gemeinen Leben noch weiter ausgedehnt und auch wol für einzelne Steinarten aus der Zusammensetzung des Achats gebraucht wird, wenn diese in gesonderten Massen vorkommen. In diesem Sinne begreift man die einfachen Chalcedone, Karneole, Heliotrope u. s. w. auch unter den Achaten, und dies gilt namentlich von der Achatindustrie in ihrem ganzen Umfange.

§. 402. Varietäten des Achats.

Nach den verschiedenen Zeichnungen, welche der Achat oft darstellt, erhält derselbe auch verschiedene Namen:

1. Bandachat. Derselbe zeigt Lagen, die verschieden gefärbt miteinander wechseln. Onyx oder auch Achatonyx werden jene genannt, deren Farben schön und voneinander scharf abgeschnitten sind, und deren Lagen mit der Oberfläche des Steins parallel laufen, wogegen man im engern Sinne diejenigen Bandachate nennt, welche verschiedene Streifen auf derselben zeigen. Laufen diese Streifen um einen Mittelpunkt rund zusammen, so ent-

ſteht der Kreisachat, und befinden ſich in dieſem Mittelpunkte noch andere gefärbte Stellen, ſo nennt man ihn Augenachat (Augenſtein, agathe oeillée).

2. Feſtungsachat (Fortificationsachat) wird derjenige genannt, deſſen Streifen im Zickzack mit aus- und einſpringenden Winkeln wie an Feſtungszeichnungen laufen.

3. Regenbogenachat heißt ein Achat, deſſen gebogene Streifen die Eigenthümlichkeit haben, die Farben des Regenbogens zu zeigen, wenn der Stein gegen das Sonnen- oder Kerzenlicht gehalten wird, und zwar deſto deutlicher, je dünner der Stein geſchnitten iſt.

4. Trümmerachat. Derſelbe iſt ein zertrümmerter und durch die Kunst wieder zuſammengekitteter Bandachat, der den Namen Ruinenachat erhält, wenn die aus der Zuſammenfügung der Trümmer entſtandenen Zeichnungen Aehnlichkeit mit altem Gemäuer haben.

5. Wolkenachat.
6. Landſchaftsachat.
7. Bildachat.
8. Mooſachat.
9. Punktachat.
10. Sternachat.
11. Muſchelachat.
12. Korallenachat.
13. [illegible]achat.

und die festen, schwer zerstörbaren Körper, die Mandeln, allein haben sich erhalten. Doch gibt es auch Achate, welche weite Spalten in der Erdrinde, sogenannte Gänge, anfüllen, z. B. in Sachsen und Böhmen. Diese Achate aus den Gängen werden ebenfalls wohl geschliffen und verarbeitet, aber nur zufällig und selten in den Schleifereien der Nahegegenden.

Der Melaphyr gehört zu den plutonischen Gebirgsbildungen; er ist in ältern geologischen Epochen und zwar in der Formation der Steinkohlen, des Rothliegenden und des untern Zechsteins im heißflüssigen und teigartigen Zustande aus dem Erdinnern hervorgedrungen, hat die Rinde des Planeten an vielen Orten zu Gebirgshöhen emporgehoben und bei seiner Erstarrung schroffe Felsen, wie namentlich in der rheinischen Pfalz und am südlichen Theile des Hundsrück, gebildet. In dieser Landstrecke, die das Fürstenthum Birkenfeld mit in sich schließt, gestaltet der Melaphyr eine Reihe wallartig fortziehender Felsrisse, oft von ausgezeichnet malerischen Formen, welche von Lüppenweiler bis unweit Kreuznach eine Längenausdehnung von 12 Meilen und zwischen St.-Wendel, Birkenfeld, Kirn und Grumbach eine mehrere Meilen starke Längendimension besitzt. Die allgemeine Beschaffenheit des Melaphyrgesteins erlauben wir uns mit den Worten eines neuern verdienstvollen Geognosten (Senft) in der Sprache der Wissenschaft zu charakterisiren: „Undeutlich gemengtes, unrein grünlichbraunes oder röthlichgraues, grünlichschwarzbraunes bis fast schwarzes, im frischen Zustande hartes und zähes — oft aber auch pechsteinartiges und fettglänzendes oder basaltähnliches — Gestein, in welchem vorherrschend röthlichgrauer Labrador mit magnetischem Titaneisenerz und meist auch mit Kalkspath, Eisenspath und Eisenchlorit in bald krystallinisch-körnigem, bald dichtem bis erdigem, bald auch porphyrischem oder mandelsteinartigem Gefüge verbunden erscheint.“ Gerade von der letzten Beschaffenheit des Gefüges ist der Melaphyr, welcher die Achate und verwandte Mineralien enthält und den man daher Melaphyrmandelstein nennt. In diesem kommen nämlich in mehr oder weniger mandelförmiger oder auch kugelartiger Gestalt die Achate vor.

§. 404. Achatmandeln. (Fig. 183—187.)

Die Achatmandeln oder Kugeln sind von sehr verschiedener Größe, unter derjenigen einer Haselnuß bis zu mehreren Fuß Durchmesser. Oft sind sie im Innern hohl (Geoden) und haben dann meist nur eine brauchbare Rinde von Achat von mehr oder minderer Dicke, weiß, grau, braun oder roth u. s. w.; oft ist auch nicht einmal diese Rinde geeignet, irgend Achatwaaren daraus zu schleifen. Das Innere der hohlen Mandeln ist gewöhnlich mit Amethystkrystallen von verschiedenen Farben überdeckt, und auf diesen endlich sitzen wol auch sehr schön krystallisirte Kalkspäthe, seltener zeolithische Mineralien, namentlich Kreuzsteine und Chabasit und einige Eisenverbindungen. Besonders we

voll für die Schleiferei sind aber die ganz mit gebänderten Onyxen und Achaten erfüllten Mandeln. Die Mandeln, welche ungleichförmig zerstreut im Melaphyr fest inneliegen, wurden früher im Birkenfeldischen und in der Umgegend bergmännisch durch stollenartige unterirdische Baue aufgesucht und gewonnen. Der Ertrag an guten Steinen war aber ziemlich sparsam, wenn es auch einzelne Glücksfälle dabei gab, daß eine Mandel von einem Centner Gewicht den Findern den Erlös von 700 Fl. brachte, aus welcher Masse mit einem Kostenaufwande von 200 Fl. für 2200 Fl. Waare geschliffen wurde, freilich nur schöne, zum Cameenschneiden geeignete Steine. Die Achatgräber waren und blieben gewöhnlich arme Leute, da Funde dieser Art nur seltene Ausnahmen bildeten. Die schönsten Steine für Cameen kamen übrigens früher vom Weißelberge bei St.-Wendel auf dem preußischen Gebiete.

§. 405. Entstehung der Achatmandeln.

Die Mandeln sind ursprünglich sämmtlich unausgefüllt, leer gewesen, es waren eigentliche Blasenräume in der flüssigen Melaphyrmasse, welches ihre Form deutlich bekundet. Es kann dafür folgende Entstehungsweise angenommen werden, welcher alle Erscheinungen vollkommen entsprechen. Zur Zeit, wo die Masse des Melaphyrs sich noch in einem mehr oder minder flüssigen Zustande befand, stiegen aus ihr selbst oder aus der Tiefe Dämpfe und Gase auf. Sie bildeten in dem geschmolzenen Teige Blasen, welche zusammentraten und sich zu größern Hohlräumen vereinigten, und als der Melaphyr zu Stein erhär-

Die Ausfullung der Blasenräume im Melaphyr mit fester Masse von Achat, Onyx u. s. w. ist aber eine spätere in dem bereits vollkommen ausgebildet gewesenen Blasenraume, und offenbar durch eine wässerige Einsickerung entstanden, als der Melaphyr selbst schon seine vollkommene Erhärtung erlangt hatte, festes Gestein geworden war. Aus dem Melaphyr haben die durchsickernden kohlensauren Wasser einen Theil der Kieselerde und der Alkalien aufgelöst und aus diesen Lösungen vorzüglich die Kieselerde in den Blasenräumen als feste Masse von Achat u. s. w. nach und nach abgesetzt. Daher liegen auch die verschiedenfarbigen Achatstreifen in lauter dünnen und fest miteinander verbundenen Schichten übereinander, und zwar sind die äußersten Schichten einer Mandel die zuerst gebildeten, und die innern am letzten entstanden; je nachdem die einfließenden kieselerdehaltigen Massen auch andere Bestandtheile, Eisen, Thonerde u. s. w. enthielten, modificirten sich die daraus abgesetzten Schichten in Farben und Durchsichtigkeit, und in ähnlicher Weise entstanden ebenfalls die verschiedenen Krystalle im Innern der theilweise noch hohlen Mandeln. Es gibt halbausgefüllte Mandeln, in deren Hohlräumen tropfsteinformige Chalcedone von den Wänden herabhängen, deren Entstehung daher ebenso zu deuten ist. In vielen Mandeln lassen sich noch die Wege, nämlich die Infiltrationsöffnungen nachweisen, durch welche die steinbildenden Lösungen in das Innere gelangt sind. Bald sind diese Infiltrationsöffnungen von der letzten eingefüllten Masse ganz geschlossen und dann allein in den Farbenzeichnungen wahrnehmbar; in andern Fällen findet man sie aber sogar noch offen, weil die steinbildenden Massen nicht reichlich genug zuflossen. Horizontale Schichten mit concentrischen verbunden kommen vorzüglich bei den schönen Mandeln aus Uruguay vor. Die horizontalen Schichten deuten darauf hin, daß die Schwerkraft bei dem Absatze jener Streifen aus der steinbildenden Flüssigkeit ihren Einfluß vorwaltend geltend gemacht habe, während die concentrischen Schichten die Folge der Adhäsion an den Wandungen der Mandelräume sind.

Es ist natürlich, daß wir die Achate, Jaspise, Chalcedone u. s. w. als Infiltrationsproducte auch auf den Spalten und Klüften, welche den Melaphyr durchsetzen, wiederfinden; nur sind sie meist weniger schön und nicht so vollkommen ausgebildet als in den Mandeln. Es mögen sehr große Zeiträume erforderlich gewesen sein, um die Ausfüllung einer großen Achatmandel zu vollenden.

Man hat wol dem Gedanken Raum gegeben, daß die Schichtenbildungen von Achat in den Mandeln des Melaphyrs und die gleichartige Erfüllung der Spalten in dieser Felsart sich noch heutigen Tages dort fortsetzen könnten, wo die Räume dafür vorhanden wären. Die Wasser, welche in dem Melaphyr circuliren, lösen nämlich noch immer sehr geringe Quantitäten

Bestandtheile aus dem in der Zersetzung stets fortschreitenden Gebirgsgestein auf und führen sie mit sich, und sollen daher noch gegenwärtig die festen kieseligen Massen als Achate u. dgl absetzen. Man berechnete sogar nach dem Gehalte jener Massen an festen Theilen die langen Zeiträume, in welchen Achatschichten von einer gewissen Dicke in den Mandeln entstehen konnten. Es hält aber schwer, dieser Anschauungsweise Beifall zu schenken; nichts deutet auf eine solche Fortbildung des Achats in der heutigen Zeit hin. Die Entstehung desselben in den Mandeln und Spalten dürfte längst abgeschlossen sein, und ursprünglich unter Umständen stattgefunden haben, welche nicht mehr vorhanden sind. Sie gehörte lediglich derjenigen geologischen Zeit an, in welcher noch eine höhere Temperatur des Melaphyrs vorhanden war; letztere muß die Auflösung des Kiesels aus dem Melaphyr nicht allein wesentlich begünstigt, sondern auch seinem Niederschlag aus den heißen Wassern diejenige große Dichtigkeit und Festigkeit gegeben haben, welche die Achatmassen besitzen. Geschähe die Bildung derselben so leicht und bei den gewöhnlichen Temperaturen, so würden sich Achate fast überall noch jetzt in und auf der Erde erzeugen, da sehr viele, fast die meisten Massen Wasser sehr kleine Quantitäten Kieselerde gelöst enthalten. Solche Neubildungen von Achat auf dem angedeuteten Wege sind aber unbekannt. Dagegen setzen die siedendheißen Geyserwasser fortwährend Kieseltuff und Kieselsinter ab, aber selbst diese Substanzen, unter ziemlich ähnlichen Verhältnissen entstehend, wie der Achat gebildet ist, stehen in der Dichtigkeit noch hinter diesen zurück.

makritus (500 v. Chr.) berührt, sondern wie andere nach dem Inhalte annehmen, noch lange nach dem Kaiser Valens zu setzen wäre, so hat es keinen Werth für das Alter des Namens Achat. Plinius führt eine ganze Reihe besonderer Achate mit eigenen Beinamen auf, welche sich auf ihre Farben oder deren Zeichnungen beziehen, und die meisten dieser Bezeichnungen sind nicht blos noch im Schwunge, sondern sie sind selbst noch vielfach vermehrt worden (s. oben „Varietäten des Achats"), obgleich die strengere Wissenschaft diesen Namen und Begriffen einen sonderlichen Werth nicht beilegt. Im Alterthume gab man sehr viel auf die Figuren, welche die Farben der Achate darstellen, wie auch noch im vorigen Jahrhundert eine gleiche Vorliebe für solche Naturspiele bei den Curiositätensammlern wieder aufgetaucht war. Die Phantasie muß meist bei der Auslegung solcher natürlichen Achatbilder arg in Anspruch genommen werden. Plinius erzählt, daß man auf Achaten Flüsse, Wälder, Wagen, Lastthiere u. s. w. abgebildet findet, und nennt diese Naturspiele Physes. Ein hervorragendes Beispiel war der Achat aus dem Besitze des Pyrrhus, welcher in seinen natürlichen Farben den Apollo mit den neun Musen und ihren Attributen darstellte, wie uns ebenfalls Plinius berichtet.

Unter die Steine, welche die Alten, wenn auch nicht gerade dem Achat beiordneten, demselben aber anreihten, gehört besonders der Onyx, den sie sehr hoch hielten. Er wird vielfach in den griechischen Schriftstellern erwähnt, und Plinius vergleicht ihn in seinen Farbenzeichnungen mit dem menschlichen Fingernagel. Der griechische Name Onyx selbst gründete sich auf diese Vergleichung. Nach jenem römischen Naturforscher ist dieser Stein mit weißen, hornfarbigen, braunen und schwarzen Streifen und Kreisen gezeichnet, und dieselbe Abänderung des Chalcedon bezeichnen auch wir mit dem aus dem Alterthum übernommenen Namen Onyx. Die griechischen Dichter hatten an den Onyx folgende Mythe geknüpft: Amor habe der schlafenden Venus mit der Spitze eines Pfeils die Nägel abgeschnitten und diese wären in den Indus gefallen, die Parzen hätten aber diese Nägel himmlischer Herkunft, welche nicht untergehen dürften, gesammelt und in den Stein Onyx verwandelt.

Die alten Römer legten im allgemeinen einen hohen Werth auf die Achate, aber ihre Benutzung war weit entfernt eine allgemein verbreitete zu sein. Sie rechneten die Achate zu den Gemmen, denen sie eine umfassendere Ausdehnung gaben als der jetzt dafür feststehende Begriff. Es wurden die Achate und andere dazu gehörige schöne Mineralien der Quarzgattung von den Alten vorzüglich zu den sehr geschätzten Kunstwerken der Cameen und Intaglien verarbeitet, und in einer blos zierlich geschliffenen Form, ohne zugleich mit eingeschnittenen erhabenen oder vertieften Bildwerken versehen zu sein, kommen jene Steine im Alterthum nur wenig vor. Fast allein der Onyx machte davon eine Ausnahme, da neben seiner Hauptanwendung zu Cameen auch

kostbare Gefäße daraus verfertigt wurden. Die Cameen wurden wie noch heute meist so zugerichtet, daß man die dunklern Lagen zum Grunde nahm und aus den hellern die Figuren schnitt. Im kaiserlichen Cabinet zu Wien befinden sich mehrere der schönsten geschnittenen antiken Onyxe, wovon einige schon oben angeführt worden sind. Die berühmte Camee in der vaticanischen Bibliothek zu Rom, welche Octavianus Augustus darstellt, besteht ebenfalls aus Onyx. Unter den merkwürdigen Onyxcameen der kaiserlichen Bibliothek zu Paris sind namentlich folgende aufzuführen: die mit der Apotheose des Germanicus, des Tiberius — mit einem Stier, den Bildnissen Marcus Aurelius und der Faustina, Agrippina mit ihren beiden Kindern, Jupiter mit dem Blitz bewaffnet, Venus auf einem Seeungeheuer mit Amoretten umgeben, u. v. a. Eine antike Camee aus Sardonyx, aus fünf farbigen Lagen bestehend und die Büste der Faustina darstellend, aus dem mineralogischen Museum des Marquis de Drée, wurde für die Summe von 7171 Fr. verkauft.

§. 407. Achatindustrie im Fürstenthum Birkenfeld.

Von geschliffenen Achaten ist niemals eine solche ausgedehnte Anwendung gemacht worden als in unserer Zeit. Fast jeder gebildete Mensch besitzt jetzt Gegenstände von Achat, es sei zum Schmuck oder zum nützlichen oder angenehmen Gebrauch, und es liegt auf der Hand, daß die dermalige Vorliebe für solche verarbeitete Steine und der Flor der bezüglichen Industrie wechselseitig sich unterstützen und einen sehr vortheilhaften Einfluß aufeinander

stersöhne und verbot die Ausübung des Gewerbes bei nächtlicher Laterne, beides um das Handwerk und die Waare nicht zu sehr zu vermehren. Das Vorhandensein des Achats in den nahen und auch mehr entlegenen Melaphyrbergen und namentlich desjenigen am Steinkaulen- oder Galgenberge bei Idar war die Veranlassung der Industrie für die Gewinnung und Verarbeitung der Steine. Unter allen Punkten der Erde, an welchen Achate geschliffen werden, z. B. in England, Frankreich, Schlesien, Sachsen, Rußland (Katharinenburg) u. s. w. stand das birkenfeldische Land hinsichtlich der Menge der Erzeugnisse und ihrer Schönheit von lange her obenan, und an vielen jener sonstigen Orte geschieht die Verarbeitung der Achate nur mit Handvorrichtungen, nicht, wie bei Oberstein und Idar, auf großen, vom Wasser umgetriebenen Schleifsteinen, nach einem eigentlich fabrikmäßigen Maßstabe. Aber dennoch war früher diese Industrie selbst hier verhältnißmäßig noch ziemlich klein gegen ihren vielfach vermehrten Umfang in den letzten drei Decennien. Fast zufällige Verhältnisse legten den Grund zu der dermaligen ganz außerordentlichen Blüte.

Seit langer Zeit kauften Italiener Steine in Oberstein und Idar, kamen auch selbst zu diesem Zwecke nach diesen Orten. Sie suchten vorzüglich die fein- und geradgebänderten Steine, besonders die onyxartigen, und bezahlten sie nach ihrer Schönheit sehr theuer, um sie in ihrem Vaterlande zu Cameen zu verarbeiten. Obersteiner Achatarbeiter entlockten ihnen vor einigen Decennien das in Rom von den Künstlern geübte Verfahren, die Achate und besonders die Onyxe nicht allein in ihren Farben zu verschönern, sondern sogar den Steinen bleibend andere Farben zu geben, als sie im natürlichen Zustande besitzen. Diese Verfahrungsarten wurden bald zur Anwendung gebracht, anfangs zwar als Geheimnisse behandelt, später indeß allgemein ausgeübt. Das Gewerbe gewann dadurch einen großen Aufschwung. Die obersteiner und idarer Achathändler zogen mit ihren durch jene Kunst so sehr verschönerten Waaren durch alle cultivirten Länder, wo sie Absatz fanden. Auch die Neue Welt wurde von ihnen besucht; so kamen sie nach Brasilien und der Republik Uruguay und fanden hier Achate und Onyxe in Menge, welche meist ohne große Kosten nur aus der oberflächlichen Erde ausgehoben zu werden brauchten. Proben von diesen schönen und großen Steinen wurden in die Heimat verschickt, und man erkannte bald, daß sich diese Fremdlinge viel schöner und leichter färben ließen als alle einheimischen Steine, und daraus die allerschönsten Waaren herzustellen wären.

Es war dieses eine neue große Epoche für die Achatschleifereien, welche von der herrschenden Mode sehr begünstigt wurde und deren Anfang man in das Jahr 1827 setzen kann. Bald darauf bezog man jene Steine in großen Quantitäten aus ihrem Vaterlande, und jetzt werden nur noch wenig im Fürstenthum Birkenfeld selbst gefundene Steine verarbeitet. Die sämmtlichen Achat-

gräbereien des Landes sind durch die Concurrenz mit dem fremden Materiale nach und nach außer Betrieb gekommen. Die einheimische Production an schönen Achaten war im Verhältniß zu dem großen Bedarf nur gering, die Gewinnung kostbar, und man steht sich in jeder Beziehung besser bei der alleinigen Benutzung der fremden Steine. In öffentlichen Auctionen bringt man sie in Oberstein zum Verkauf, und es werden deren dort jährlich für viele Tausende von Thalern versteigert. Die Steine von ungefähr gleichem Werthe werden in Haufen zusammengelegt und diese Lose nach dem Werthe des Pfundgewichts den Meistbietenden zugeschlagen. Die Preise sind ungemein abweichend, steigen von dem gewöhnlichen Preise von 50 Fl. für den Centner bis zu 2500 Fl. für dasselbe Gewicht, wenn sie schmale horizontale Bänder haben und für die Annahme schöner Farben gut geeignet sind. Außer den südamerikanischen Steinen werden aber auch noch ziemliche Quantitäten von Heliotrop, weniger ostindische Karneole in den Lagern der Ostindischen Compagnie zu London angekauft. Sonst kommen von einheimischen Steinen fast blos einige schöne verkieselte Hölzer (Holzsteine) zur Verwendung. Eigentliche Edelsteine, welche in Brillant-, Rosetten- und ähnlichen Formen facettirt geschliffen werden, können hier nicht verarbeitet werden; es gehören dazu andere Vorrichtungen.

§. 409. Bearbeitung der Achate. (Fig. 188—190.)

Ganz besonderes Interesse gewährt die obenangeführte Kunst, Achate,

sie findet aber ihre vollständige Erklärung in der jetzt im Birkenfeldischen geübten Steinfärberei, welche sich vielleicht in Italien traditionell aus dem Alterthume erhalten hat. Professor Noeggerath hat diesen Gegenstand in einer vor mehreren Jahren darüber veröffentlichten antiquarischen und naturwissenschaftlichen Abhandlung sehr vollständig behandelt, aus welcher wir die wesentlichsten Verfahrungsarten schon in dem „Allgemeinen Theil" mitgetheilt haben.

Das Achatgewerbe im Fürstenthum Birkenfeld und in seiner nahen Umgegend hat jetzt 180 Schleifmühlen, im Jahre 1774 waren deren nur 26 vorhanden; die Erbauung von mehr als der Hälfte der jetzt vorhandenen fällt in das letzte Decennium. In jeder Schleifmühle befinden sich vier bis fünf Schleifsteine von der Größe der größten Mühlsteine, welche vertical an einer gemeinschaftlichen Welle umgetrieben werden. Die Welle mit den Schleifsteinen steht durch ein gezahntes Rad mit der Achse eines oberschlächtigen Wasserrades in Verbindung. Die Schleifsteine sind feste quarzige Sandsteine, welche aus der Gegend von Zweibrücken bezogen werden. Es können zwei Arbeiter nebeneinander an der breiten Oberfläche eines Steins beschäftigt sein, welches fast immer der Fall ist.

Viele Achatsteine werden zum Schleifen nur in der ungefähr erforderlichen Form mit dem Hammer zugeschlagen, und hierin haben die Arbeiter eine große Geschicklichkeit, daß ihnen nicht zu viel Material verloren geht. Es kommt dabei darauf an, das natürliche Gefüge der Steine zu kennen und ihre Spaltungsrichtungen gut zu benutzen. Je nach der Kostbarkeit der Steine und den flachen Formen, welche ihnen vorbereitend zum Schleifen gegeben werden sollen, werden sie aber auch durch eine einfache Säge unter Anwendung von Wasser und Schmirgel zerschnitten.

Das Schleifen gewährt einen eigenen Anblick; die Schleifer liegen fast horizontal mit der Vorderseite des Körpers auf einem ausgehöhlten langen Holzschemel und drücken entweder mit den Fingern oder mit Hölzern die zu bearbeitenden Steine gegen den sehr schnell umlaufenden Schleifstein, welcher durch ein daraufgeführtes Gerinne immer naß erhalten wird. Er ist gewöhnlich nach der einen Seite der Schleiffläche mit Cannelirungen versehen, entsprechend allen gerundeten und winkeligen Formen, welche die geschliffenen Steine erhalten sollen. Die Schleifer können ihren Schemel beliebig, wie einen Schlitten, bewegen; sie stemmen sich dabei mit den Fußsohlen gegen Holzpflöcke, welche in dem Boden befestigt sind. Dadurch gewinnen sie eine große Kraft, um die zu schleifenden Steine fest an den Schleifstein drücken zu können. Die allerdings unbequeme Lage der Schleifer auf dem Bauche und der Brust ist unumgänglich nöthig, denn dadurch werden sie allein in den Stand gesetzt, von oben herab mit den Augen den Schliff gegen den Schleifstein genau verfolgen und würdigen zu können. Man sollte glauben, daß die Leute durch

diese Lage des Körpers leicht brustleidend werden müßten; es wird jedoch versichert, daß dieses nicht der Fall sei; durch das kräftige Anstemmen der Füßen hebt sich die Brust auf dem vordern Theile des Schemels leicht in die Höhe. Die Schleifer sind auch meist starke, gesunde Menschen. Die Arbeit kann freilich nicht sehr lange in jener Lage fortgesetzt werden, und in Intervallen muß der Schleifer sich aufrichten und die stehende Stellung annehmen, wodurch allerdings Zeitverlust herbeigeführt wird.

Die Geschicklichkeit der Schleifer ist groß, und in der That kann sie in Erstaunen setzen, wie sie in einigen Minuten durch geschicktes Drehen zwischen den Fingern den Schliff der vollkommenen Kugelform eines Knickers zum gewöhnlichen Knabenspiele bewirken. Die Anfertigung der Achatlinsen ist ein ziemlich bedeutender Gegenstand der Fabrikation, besonders für die Versendung nach Amerika.

Es ist nicht auffallend, daß bei der Friction des zu schleifenden Achatstücks gegen den harten Schleifstein ein fortwährendes lebhaftes Funkensprühen entsteht; daß aber auch die kleinern Achatsteine beim Schleifen, selbst bei Tage, mit einem weißröthlichen Lichte durch und durch leuchtend werden, kann nicht wohl mit jenem Funkensprühen in der Ursache identisch sein, sondern muß als ein eigentliches Phosphoresciren betrachtet werden, welches durch die Molecularerschütterung hervorgebracht wird. Bekanntlich phosphoresciren die Quarzmineralien schon, wenn sie blos in den Händen aneinander gerieben werden, und selbst unter Wasser. Die Schleifsteine müssen oft von neuem auf die

mechanischen Vorrichtungen noch Verbesserungen fähig wären, aber an den schönen Arbeiten erkennt man die Unvollkommenheiten nicht. Die Theilung der Arbeit, sodaß der Umfang der Beschäftigungen der verschiedenen Arbeiterklassen ziemlich beschränkt ist, trägt wesentlich zur guten Ausführung der Fabrikation bei. Die Schleifer besorgen weder das Zerschneiden noch das Durchbohren der Steine, wie es für Arm- und Halsschnüre zum Schmucke, zu Messerstielen u. dgl. nöthig ist; besondere Arbeiterklassen beschäftigen sich damit.

§. 410. Commerzielles.

Der Ankauf der rohen Steine geschieht meist durch die eigentlichen Händler von Achatwaaren, welche solche den Schleifern in die Arbeit geben, um daraus bestimmte Gegenstände zu machen; diese erhalten ihre Bezahlung nach dem Stück oder Dutzend der abgelieferten Gegenstände.

Die Handelsleute lassen auch sehr viele Achatwaaren in vergoldetem Tombak, als sogenannte Bijouterie fausse, von andern Arbeiterklassen fassen. Die Fassungen in edles Metall werden nicht im Birkenfeldischen, sondern hauptsächlich in Paris, London und Birmingham gemacht, zu welchem Zwecke große Mengen geschliffener Steine dorthin verkauft werden. Die Tombackfassungen machen aber einen bedeutenden Zweig der einheimischen Beschäftigungen aus, und die Quantität der in dieser Weise gefaßten Steine, welche von Oberstein und Idar in den Handel kommen, soll sogar viel größer sein als die der ungefaßten. Aus Böhmen werden auch facettirte Granaten und farbige Gläser angekauft und ebenfalls in Tombak gefaßt. Die Arbeiter, welche sich mit den Fassungen beschäftigen, heißen seltsamerweise Goldschmiede. Sie theilen sich auch in verschiedene Klassen und jede übernimmt nur eine bestimmte Art von Arbeit, das Prägen, Graviren der Modelle, eigentliche Fassen, Vergolden u. s. w. Die Leute arbeiten familienweise zusammen in ihren Häusern auf Bestellung der Handelsleute. Es mag nicht lange über ein Jahrhundert sein, daß die Fabrikation der Bijouterie fausse im Birkenfeldischen ihren Anfang genommen hat; sie wurde nöthig, um den Achatwaaren einen größern Absatz zu verschaffen. Es werden in Idar auch aus großen Muscheln schöne Cameen in antiker Art für Brust- und Armspangen und Gürtelschlösser geschnitten. Diese Arbeiten wetteifern mit den italienischen.

Es gewährt eine angenehme Unterhaltung, die Lager der größern Steinhändler in den beiden Städten zu besuchen, um die Anschauung der mannichfaltigen schönen Waaren zu gewinnen. Man trifft aber nicht oft große Vorräthe, da die Bestellungen und Versendungen immer fortgehen und sehr bedeutend sind. Die Achatwaaren sind sehr mannichfaltig; es gehören z. B. dahin Ringsteine, ganze Ringe, Ohrringe, Stecknadeln, Brust- und Gürtelschnallen, Armbänder, Colliers, Spielwaaren, Schachspiele, Kluder, Toilettekästchen, Kaffee-

tassen, Dessertteller, Saucièren, Schalen, Vasen, Messerstiele, Feder- und Bleifederhalter, Petschafte, Reibschalen, Polirzähne für Buchbinder und andere Handwerker, Glättsteine und Walzen für verschiedene Fabriken u. s. w., auch sogenannte Cabinetsteine für Mineraliensammler (auf einer Seite angeschliffene Achatmandeln). Eingesandte Mineralien werden ebenfalls nach beliebigen Schnitten und Formen geschliffen. Die Arbeiten sind alle vorzüglich, in den Formen elegant, im Schliff und in der Politur sehr schön, die Hohlarbeiten besonders zierlich und dünn, in der Masse der Steine nach Maßgabe der Preise ausgewählt und durch die sehr vervollkommnete Steinfärbekunst besonders gehoben. Die Waaren haben bei allen großen Industrieausstellungen der letzten Decennien die vollkommenste Anerkennung gefunden und sind mit oft durch Preise gekrönt worden. Alle Messen und Jahrmärkte bringen sie übrigens zur Schau, und an vielen Punkten der Erde, welche vielfach von Reisenden besucht werden, findet man stehende größere Niederlagen davon. Zu Chamouny am Montblanc wie am Niagarafall in Nordamerika gibt man sogar die birkenfeldischen Steine für solche aus, welche in den Gebirgen bei jenen berühmten Orten gefunden werden, um dadurch um so mehr zu ihrem Ankauf zu reizen.

C. Opale.

§. 411. Hierher gehören alle **unkrystallinischen** Quarze, die sich durch vollkommen muscheligen Bruch, der wie Gallerte oder Harz glänzt, auszeichnen, und die daraus von Haus aus Quarz reinste [redacted]

erleidet derselbe einen Verlust von $7\frac{1}{2}$ Proc. an Wasser und die mürbe gebrannten Stücke werden blaß fleischroth.

Man findet ihn zu Villa-Seca unfern *Zimapan in Mexico, wo er schmale Schnüre, Nieren und Nester in einem Perl- und Pechsteinbrocken führenden trachytischen Trümmergestein bildet.

Obgleich der Feueropal als Schmuckstein einen sehr schönen Effect macht, so ist er doch bisjetzt nur wenig verarbeitet worden und nur zuweilen findet man ihn als Ringstein verwendet. Sein Werth ist daher auch wegen seiner Seltenheit ein ziemlich hoher. Nach Lançon sollen zwei Feueropale, sogenannte Harlekinopale (opales arlequins) von $4\frac{1}{2}$ Linien Länge und $3\frac{1}{4}$ Linien Breite gegen 2400 Fr. gekostet haben. Man schleift ihn auf einer bleiernen Scheibe mit Schmirgel und gibt ihm auf einer hölzernen mit Tripel die Politur. Am besten paßt fur ihn der mugelige Schnitt, bei durchsichtigen und schöngefärbten Varietäten läßt sich jedoch auch der Tafel- und Treppenschnitt anwenden.

Verfälscht wird der Feueropal dadurch, daß man ihn eine Zeit lang in Olivenöl legt, welches in die feinen Risse und Poren im Innern dringt und ihm ein schönes inneres Feuer verleiht, das er jedoch nach einigen Tagen wieder verliert. Diese Verfälschung ist jedoch leicht daran zu erkennen, daß er auf die Zunge gebracht einen unangenehmen Geschmack erregt.

b. Gemeiner Opal.

Syn. Wachsopal; Pechopal; Prasopal; unreifer Chrysopras; Milchopal.
Franz. Quarz resinite commun; engl. Common opal.

§. 413. Der gemeine Opal kommt derb, eingesprengt, in Trümern vor, seltener in nierenförmigen oder stalaktitischen Gebilden, ist verschiedentlich weiß, grau, gelb, grün, roth und braun gefärbt, fettglänzend und halbdurchsichtig bis durchscheinend. Man findet ihn unter denselben Verhältnissen wie den edeln Opal. Ausgezeichnet sind die wachsgelben Opale von Telkebanya in Ungarn, die in zolldicken Stücken noch viel Licht durchlassen. Sie überziehen sich an der Oberfläche infolge von Verwitterung bisweilen mit einer dicken, weißen Rinde, die stark an der Zunge klebt und mit Zischen Wasser aufnimmt, aber nicht durchsichtig und farbenspielend wie der Hydrophan dadurch wird. Prachtvoll ist zuweilen die apfelgrüne Farbe des Prasopals von Kosemitz in Schlesien; er verdankt seine Farbe, wie der mitvorkommende Chrysopras, dem Nickel. Ueberhaupt ist das Serpentingebirge von Frankenstein in Schlesien reich an schönen Opalen, worunter der bläulich- bis grünlichweiße Milchopal von Kosemitz hervorsticht. Schön rosenroth ist der Opal von Miehun und Quincy, der im dortigen Süßwasserkalk liegt und seine Farbe organischer Substanz verdanken soll.

Der gemeine Opal wird auf ähnliche Weise wie der edle verarbeitet und

dann zu Ring- und Siegelſteinen, Stockknöpfen u. ſ. w. verwendet. Seine Weichheit und Sprödigkeit wegen wird er jedoch nicht viel benutzt und ſteht daher auch in keinem hohen Werthe. Geglüht und gepulvert kann er jedoch des Tripels zum Schleifen und Poliren gebraucht werden.

c. Halbopal.

Holzopal. Franz. Quarz résinite commun; Demi-opale; engl. Semi-opal.

§. 414. Der Halbopal erſcheint derb, eingeſprengt, in Trümern, Lagen und ſchmalen Schichten, ſeltener nierenförmig und ſtalaktitiſch, als verſteinertes Holz (Holzopal) mit deutlich erkennbarer Holzſtructur. Er iſt von geringem Wachsglanze, nur an den Kanten durchſcheinend und zeigt verſchiedene weiße, graue, gelbe und braune Farben, die zuweilen geſtreift oder gefleckt auftreten. Der Halbopal umfaßt die zwiſchen Kugeljaspis und gemeinem Opal mittenine ſtehenden Abänderungen und kommt in denſelben Gebirgen wie der gemeine Opal vor. Schon 1803 wurde durch Jordan der weiß- und braungeſtreifte Halbopal von Steinheim bei Hanau bekannt, der nach Leonhard auf Gängen im dichten Grünſtein (Anameſit) vorkommen ſoll. Er kann zwar als Muſter dienen und dennoch geht er oft in einem einzigen Stück in Chalcedon und Hornſtein über, Beweis genug, wie unſicher die Unterſcheidung werden muß. Im Klingſteintuff von Hohentwiel am Bodenſee kommen Blöcke von leberbrauner Farbe vor, die an Holzſtructur erinnern. Vor allem reich ſind jedoch die Trachyt- und Bimsſteintuffe von Ungarn, namentlich in der Gegend von Tokay und

zu Cameen verwendet. Der Halbopal hat keinen hohen Werth; Schönheit der Farbe und Freisein von Fehlern bestimmen denselben.

d. Hydrophan. [1])

Weltauge; veränderlicher Opal. Lapis mutabilis; Oculus mundi. Oeil du monde; Quarz resinite hydrophane. Hydrophane.

§. 415. Der Hydrophan ist ein edler oder gemeiner Opal, welcher seinen Wassergehalt und damit seine Durchscheinenheit, sein Farbenspiel und seinen Glanz verloren hat, welche Eigenschaften er im Wasser wieder erlangt. Spec. Gew. = 1,95—2,01. Seine Farbe ist weiß, ins Gelbliche, Bläuliche und Röthliche übergehend. Er hängt stark an der feuchten Zunge an, saugt begierig Wasser unter Ausstoßen vieler Luftblasen ein, und gewinnt dadurch höhere Grade der Durchsichtigkeit und zum Theil ein schönes Spiel bunter Farben, welche Eigenschaften er jedoch mit dem Trockenwerden wieder einbüßt. In warmem Wasser wird er schneller durchsichtig als in kaltem, in Weingeist aber am schnellsten, verliert das Farbenspiel aber auch ebenso schnell wieder. Dagegen soll er, in Oel gekocht, diese schätzbare Eigenschaft jahrelang behalten.

Wird er gut getrocknet und mit reinem Wachs oder Wallrath getränkt, so erlangt er dadurch die Fähigkeit, beim Erwärmen (weil das Wachs schmilzt) durchscheinend zu werden, wobei man braungelbe oder graue Farben an ihm wahrnimmt, man nennt ihn dann Pyrophan. Ferner hat man den Hydrophan zuweilen violett oder roth gefärbt, indem man ihn in einer aus Pernambukholz und Alaun bestehenden Farbenbrühe kochte.

Da man den Hydrophan nur selten und nicht leicht in größern Stücken bekommt, so steht er auch ziemlich im Werthe und wird oft zu hohen Preisen bezahlt, namentlich seitdem viel nach Java und den andern ostindischen Inseln exportirt werden, wo man ihn als Amulet trägt.

Man findet den Hydrophan zu *Hubertusburg in Sachsen, Kosemütz in Schlesien, in Ungarn, Frankreich, auf den Farörn u. s. w.

e. Kascholong. [2])

Perlmutteropal; Kalmückenopal; Cascholong

§. 416. Der Kascholong findet sich in traubigen, nierenförmigen Massen, als Ueberzug und derb. Er hat einen flachmuschligen Bruch, ist mild,

---

1) Von ὕδωρ, Wasser, und φανός, leuchtend, scheinend, weil er im Wasser durchscheinender wird.

2) Der Name soll nach Blumenbach mongolischer Abstammung sein und „schöner Stein" bedeuten. Nach Philippe kommt er von dem Flusse Casch in der Bucharei her, an dessen Ufern man ihn in losen Stücken finden soll.

röthlich und gelblichweiß, wenig glänzend bis matt, undurchsichtig bis an den Kanten durchscheinend, und enthält weniger Wasser als die übrigen Opale, nämlich nur 3,5 Proc. Bisweilen geht er in eine etwas weichere Masse über, die stark an der Zunge hängt.

Man findet ihn im Mandelsteine auf Island und den Farör., am Brauneisenstein bei Hüttenberg in Kärnten, im Serpentin bei Jordansmühle und Frankenstein in Schlesien, bei San-Pietro auf Elba, in der Bucharei u. s. w.

Der Kascholong, welcher unter dem Namen Perlmutter- oder Kalmuckenachat in den Handel kommt, wird namentlich zu Ring- und Kamsteinen, Arm- und Halsschmuck, Petschaften u. s. w. verwendet und zu diesem Zwecke auf einer kupfernen Scheibe mit Schmirgel und zwar meist en cabochon geschliffen und auf Scheiben von Blei oder Zinn mit Tripel oder Zinnasche polirt. Da man nur selten Stücke findet, die groß und schön genug zur Bearbeitung sind, so steht er immer noch in einem ziemlichen Werthe. Hier findet man den Kascholong in Lagen von 1—4 Linien Dicke mit Chalcedon wechselnd, und dieser wird dann mit Erfolg in Italien zur Darstellung von Cameen benutzt. So befindet sich auf der kaiserlichen Bibliothek in Paris ein schöner Kascholong, in welchem das Bildniß Valentin's III. gravirt ist.

f. Jaspopal.

Syn. Opaljaspis, Eisenopal; Jaspe Opale: Jasper Opal.

Ueberzug u. s. w., ist wasserhell, graulich-, gelblich-, grünlichweiß, stark glasglänzend und durchsichtig bis halbdurchsichtig.

Er kommt im Basalt, Dolerit, Trachyt, Mandelstein, Porphyr, Serpentin vor, bei Walsch in Böhmen, Frankfurt a. M., am Kaiserstuhl im Breisgau, in Schlesien, Mähren, Ungarn, auf Ischia, in Irland, am Ararat, in Mexico u. s. w.

Man braucht ihn nur bisweilen zur Verfälschung edler Opale, indem man ihn en cabochon schleift und Pfauenfedern oder bunte Stücke chinesischer Seide zur Unterlage gibt, um das Farbenspiel des edeln nachzuahmen.

22. Feldspath.

Kalifeldspath, Orthoklas; prismatischer Feldspath; Petrisit; Mikroklin.
Orthose. Feldspar.

§. 419. Der Feldspath krystallisirt im monoklinoedrischen Systeme und hat zur Grundform die schiefe rhombische Säule, die jedoch selten allein, meist in mannichfachen verwickelten Combinationen mit andern Formen vorkommt. Die Krystalle sind, je nach den vorherrschenden Flächen, theils rhombisch kurz säulenförmig, theils tafelartig, theils sechsseitig kurz säulenförmig, theils rechtwinkelig säulenförmig; auch Zwillingskrystalle kommen häufig vor (Fig. 191—194). Sie sind theils einzeln eingewachsen, theils aufgewachsen und dann gewöhnlich zu Drusen vereinigt. Außer in Krystallen findet sich der Feldspath auch derb, in individualisirten Massen und groß- bis feinkörnigen Aggregaten.

Die Spaltbarkeit ist nach der Endfläche und in der Richtung der scharfen Seitenkanten sehr vollkommen, weniger deutlich in der Richtung der Seitenflächen. Der Bruch ist muschelig bis uneben und splitterig. Härte = 6; spec. Gew. 2,53 — 2,58. Man findet ihn farblos, bisweilen wasserhell, häufiger aber gefärbt, besonders röthlichweiß bis fleisch- und ziegelroth, gelblichweiß bis gelb, graulichweiß bis asch- und schwärzlichgrau (selten), grünlichweiß bis grünlichgrau und spangrün (Amazonenstein). Er ist glasglänzend, auf der basischen Spaltungsfläche oft perlmutterglänzend, durchsichtig in allen Graden, bisweilen mit Lichtschein (Mond- und Sonnenstein) oder mit Farbenwandelung (labradorisirender Feldspath), auch wol mit glänzendem Farbenschiller durch interponirte Schüppchen von Eisenoxyd (Sonnenstein z. Th.). Beim Reiben zweier Stücke aneinander verbreitet er einen schwach empyreumatischen Geruch und phosphorescirt dann im Dunkeln.

Hinsichtlich seiner chemischen Zusammensetzung besteht der Feldspath aus kieselsaurer Thonerde und kieselsaurem Kali ($KO, SiO_3 + Al_2O_3, 3SiO_3$ = 64,7 Kieselerde, 18,4 Thonerde und 16,9 Kali, von welchem letzt jedoch fast immer ein kleiner Theil durch Natron [bis 2,8] und Kalk [

erfaßt wird). Eisenoxyd oder Manganoxyd und (im Amazonenstein) Kupferoxyd sind in ganz kleinen Quantitäten als Pigmente beigemengt. Von Säuren wird er kaum angegriffen; vor dem Löthrohre ist er schwierig zu einem trüben blasigen Glase schmelzbar; mit Kobaltsolution befeuchtet und geglüht wird er an den geschmolzenen Kanten blau; mit Borax langsam zum klaren Glase schmelzbar, desgleichen mit Phosphorsalz, ein Kieselskelet bildend. Er verwittert der Orthoklas und geht in Porzellanerde über, indem das Kali und drei Aequivalente Kieselsäure ausgeschieden werden, die Thonerde und ein Aequivalent Kieselsäure zurückbleiben, die sich dann mit Wasser verbinden. $HO, Al_2O_3 + HO, SiO_3$.

Von den Varietäten des Feldspaths werden als Schmucksteine folgende verwendet:

a. Adular.[1])

§. 420. Der Adular ist die klarste unter allen Varietäten des Feldspaths und bricht meistentheils in prachtvollen Zwillingen, Drillingen und Vierlingen in Begleitung von Bergkrystall. Er ist farblos oder nur blaß gefärbt, ins Bläuliche, Grünliche oder Röthliche stechend, stark glänzend und durchsichtig bis halbdurchsichtig; im Innern zeigt er oft einen eigenthümlichen perlmutterartigen Widerschein, irisirt auch wol zuweilen.

Man findet ihn namentlich an folgenden Orten: Schweiz: *St.-Gotthard ziemlich häufig, bei Tavetsch, Lucendro, Gaveradi, Firudo, Sella, Tanela und Bergkrystall, Amianth, jenem Feldspath und Epidot auf Gneis. Im

ben, namentlich wenn der Stein en cabochon geschliffen ist. Diejenigen von Ceylon zeigen mehr einen innern Silberschein, während die aus den Alpen einen prachtvollen wasserblauen Lichtschein haben.

b. Sonnenstein (Pierre du soleil) zeigt auf mehr gelblichen Grunde einen röthlichen Widerschein.

Die beiden Varietäten des Adular werden zu Ring und Nadelsteinen und andern Schmuckwaaren verschliffen. Man schneidet zu diesem Zwecke die Stellen aus den größern Stücken, welche jenen perlmutterartigen Widerschein wahrnehmen lassen, und schleift sie en cabochon auf einer Bleischeibe mit Schmirgel. Die Politur wird mit Tripel gegeben. Beim Fassen setzt man den Adular gewöhnlich in einen schwarzen Kasten, weil er hier am besten das Farbenspiel zeigt, und umgibt ihn mit Diamanten, deren brennende Strahlen bewundernswürdig mit dem wogenden innern Silberschein des Adulars contrastiren.

Schöne Exemplare des Adulars erreichen einen ziemlichen Werth und werden von der Größe einer Bohne zuweilen mit 15—20 Fl. bezahlt. In Paris wurde ein Adular von 6 Linien im Durchmesser für 705 Fr., und ein anderer von 4 Linien im Durchmesser für 203 Fr. verkauft.

Anmerkung. Nicht zu verwechseln mit dem Sonnenstein ist der Avanturinfeldspath, welcher auch wol zuweilen diesen Namen führt. Dieser ist meist ein Natronfeldspath von weißer oder mehr oder weniger rothlicher Farbe; er zeigt, einem Gold- oder Silberregen ähnlich, eine zahllose Menge schimmernder Punkte im Innern, die jedoch nur in gewissen Richtungen zu sehen sind. Derselbe wurde früher ausschließlich in der Umgebung von Archangel, besonders auf der Insel Cedlovatoi, angetroffen. Später entdeckte man ihn auch auf Ceylon und in der Nähe des Baikalsees. In noch nie gesehener Schönheit fand man ihn aber in der Nähe der Stadt Tvedestrand und auf der Insel Hitterö am Christianiafjord. Er bildet dort ein Gemenge mit weißem durchscheinenden Quarz, eine aderartige Ausscheidung im Gneis. Ganz in der Nähe der Ausscheidung tritt der Gneis als Glimmerschiefer auf oder vielmehr als fast reiner Glimmer. In der Nähe der Gneisgrenze ist der Sonnenstein am wenigsten charakteristisch entwickelt, indem er hier beinahe farblos, nur verhältnißmäßig wenig glänzenden Punkten und stellenweise mit etwas Glimmer gemengt erscheint; gegen die Mitte der Lagerstätte hin wird dagegen der Feldspath mehr und mehr rothlich und in gleichem Maße nimmt auch sein prachtiges funkelndes Aussehen zu. Stücke von ganz vorzüglicher Reinheit werden jedoch in der Mitte der Ausscheidung nur in kleinern Partien angetroffen.

Früher nahm man an, daß der eigenthümlich schimmernde Lichtreflex, der sich zeigt, wenn ein Stück des Avanturinfeldspaths bei darauffallendem Lichte hin und hergedreht wird, entweder von äußerst feinen Sprungen im Innern des Minerals oder von eingeschlossenen Glimmerblättchen herrühre. Durch mikroskopische und chemische Untersuchungen fand jedoch Scheerer, daß das Lichtspiel des Avanturinfeldspaths von kleinen lamellenförmigen Eisenglanzkrystallen herrührt, die in seiner Masse zerstreut liegen.

b. Amazonenſtein.

Pierre des Amazones; Pietra delle Amazzoni.

§. 421. Man fand denſelben zuerſt als Geſchiebe am Amazonenſtrom (daher der Name) und lernte ihn erſt ſpäter an der Oſtſeite des Ural bei Miask in ausgezeichneten Kryſtallen kennen. Er hat eine ſchöne berg- bis ſpangrüne Farbe, die von einer zufälligen Spur von Kupferoxyd herrührt, welche aber ſelten gleichmäßig durch die Maſſe des Steins verbreitet, ſondern häufig matte Flecken oder kleine eingeſprengte weiße Punkte zeigt.

Man verarbeitet ihn meiſtentheils auf Rechnung der ruſſiſchen Krone zu Katharinenburg im Ural. Da reine Stücken von einiger Dicke ziemlich ſelten ſind, ſo behauptet er immer einen ziemlichen Preis, kommt jedoch in Rang den ſchönen Varietäten des Adular nicht nahe. Im kaiſerlichen Cabinet zu Petersburg befinden ſich zwei Vaſen aus Amazonenſtein, die 9 Zoll hoch und 5½ Zoll im Durchmeſſer haben.

c. Labradoriſirender Feldſpath.

§. 422. Derſelbe iſt gewöhnlich graulich oder röthlich von Farbe und zeigt im Innern, ähnlich dem Labrador, einen brennend grünen oder blauen Farbenſchein, der weſentlich durch die Kryſtallſtructur bedingt iſt. Man findet ihn in ausgezeichneter Weiſe im Zirkonſyenit von Friedrichsvärn im ſüdlichen Norwegen. Er wird zu Ring- und Nadelſteinen verwendet und erhält zu dieſem Zwecke meiſt den Schnitt en cabochon, oft aber auch in [illegible]

Spaltungsflächen sind der Länge nach parallel gestreift und perlmutterglänzend, die unvollkommenen schuppig und uneben. Er hat einen unebenen Bruch, ein spezifisches Gewicht = 2,62 bis 2,71, eine Härte = 6, ist spröde, glas- bis fettglänzend, durchscheinend, verschiedentlich grau, ins Grüne und Rothe übergehend, und besitzt in der Richtung der Spaltungsflächen parallel der Abstumpfung der scharfen Seitenkanten meist ausgezeichnete Farbenwandelung ins Blaue und Grüne, seltener ins Gelbe und Rothe.

Seiner chemischen Zusammensetzung nach besteht er aus kieselsaurem Kalk und Natron und kieselsaurer Thonerde ($CaO, NaO . SiO_3 + Al_2O_3 . SiO_3$ mit überwiegendem Gehalt an Kalkerde im Gegensatze zu Natron, welche beide Basen nahezu in dem Aequivalentverhältniß = 3 : 1 stehen; demnach durchschnittlich nach diesem Verhältniß 12,3 Kalkerde, 4,5 Natron, 30,1 Thonerde, 53,1 Kieselsäure enthaltend). Als Pulver ist er in concentrirter Salzsäure auflöslich. Vor dem Löthrohr schmilzt er nicht schwierig zu einem farblosen blasenfreien Glase.

Der Labrador ist ein wesentlicher Gemengtheil einiger Gebirgsarten; er bildet mit Hypersthen den Hypersthenfels, mit Augit den Dolerit, Anamesit, Augitporphyr u. s. w., in andern wieder ist er nur zufällig beigemengt. Die schon farbenwandelnden Varietäten kommen besonders an der Küste von Labrador und auf der *St.-Paulsinsel vor, wo sie in Geschieben gefunden werden oder massig im Hypersthenfels sich finden, lose Blöcke davon werden auch bei *Peterhof in Ingermanland, *Tjamö und *Miolö in Finnland gefunden.

Man verwendet den Labrador zu Ring- und Nadelsteinen, Dosen, Vasen, Stockknopfen u. s. w. Bearbeitet wird er wie der Feldspath, jedoch muß der Steinschneider Rücksicht auf die Spaltungsflächen nehmen, welche allein die schöne Farbenwandelung zeigen. Gewöhnlich schleift man ihn ganz niedrig en cabochon über dieselben, weil sich seine brennenden Farben dann, namentlich im Sonnenlicht, am schönsten ausnehmen, doch wird auch der Tafel- oder gemischte Schnitt bei ihm angewendet. Viel Facetten kann man ihm nicht geben, weil dadurch das Spiel ganz verschwindet.

Große und schöne Stücke des Labrador, namentlich solche, welche feurige Farben zeigen und frei von grauen Adern sind, woran er sehr leidet, werden ziemlich theuer bezahlt. Eine viereckige Tafel, welche 13 Zoll lang, 5 Zoll breit und 8 Linien dick war und aus zwei Stücken bestand, wurde in Paris mit 1800 Fr. bezahlt und ein mit Labrador belegter Leuchter mit 1000 Fr.

Der erste Labradorblock wurde im Jahre 1775 nach Europa gebracht. In Rußland entdeckte man ihn im Jahre 1781. Später wurden am Ufer der Paullovka zwei Labradorblöcke gefunden, die alles überboten, was bis dahin

in dieser Hinsicht bekannt war. Der eine maß $2^3/_4$ Arschinen Länge, 1 Ar-
schine 11 Werschok in der Breite und 1 Arschine 3 Werschok in der Di
(1 Arschine = 1 russische Elle; 100 Arschinen = 106,7 berliner Ellen) an
wog gegen 10000 Pfd.

Im Handel führt der Labrador wegen seines Farbenwechsels auch den
Namens Changeant, oder, besonders wenn sein Glanz etwas Ähnliches hat,
den Namen Ochsenauge (Oeil de boeuf).

24. Obsidian.[1])

Syn. Vulkanische Glaskugel, Glaszeolith, hemihyalischer Quarz, Marekann, Ma-
glas, Glaslava, Tokayer Fuchssapphir, isländischer Achat, Beutelsteinstein. Fr.
Obsidienne vitreuse, Verre volcanique, Agathe d'Islande, Pierre de galam
engl. Obsidian; ital. Ossidiana perfetta, Vitro volcanico.

§. 424. Der Obsidian findet sich stets unkrystallinisch, derb, in runde
und stumpfeckigen Stücken, außen glatt oder rauh, mit Eindrücken, in Kugel
und Körnern. Er hat eine Härte = 6 — 7 und ein specifisches Gewicht von
2,3 — 2,6. Er ist offenbar ein Schmelzungsproduct Kieselsäure enthaltender
Mineralien, das vollkommenste unter den natürlichen Gläsern. Daher zeigt er
auch den vollkommensten muscheligen Bruch und ist so spröde, daß man mit
dem kleinsten Hammer die größten Blöcke zerschlagen kann. Diese auffallende
Sprödigkeit rührt vom schnellen Erkalten her, die Theilchen sind gezwungen
an der Oberfläche schnell eine Lage einzunehmen, welche sie vermöge ihrer
[redacted]

Eisenoxyde u. s. w. enthält. Vor dem Löthrohre schmilzt er mehr oder weniger leicht unter Aufschäumen zu einem blasigen Glase; von Säuren wird er wenig angegriffen.

Der Obsidian bildet erstarrte Lavaströme älterer Vulkane und kommt als Auswürfling von solchen oder noch thätiger vor, als Gerölle und Geschiebe, in losen Körnern, beispielsweise auf Teneriffa, Milo, Santorin, Island, auf den Liparischen Inseln, bei Schemnitz, Glashütte, Tokay, Eperies in Ungarn in Mexico, Peru u. s. w.

§. 425. Man kann etwa folgende Varietäten unterscheiden:

a. Gemeiner Obsidian. Er findet sich in Geschieben und Körnern, ist sammt-, pech-, bläulich oder graulichschwarz und zeigt bisweilen, namentlich manche amerikanische Arten, einen gelblichen, röthlichen oder silberweißen Schimmer (Obsidienne chatoyante), der von innern Blasen oder Sprüngen herzurühren scheint.

b. Bouteillenstein (Moldawit-, Wasser-, Pseudo- oder falscher Chrysolith). Derselbe kommt zu Ibenhain an der Moldau und Budweis in Böhmen auf den Feldern im Sande und in der Dammerde vor. Er sieht wie ein bouteillengrünes durchsichtiges Glas aus, ist aber an der Oberfläche eigenthümlich rauh und zerbackt. Aus Indien kommen ebenfalls solche bouteillengrüne Kugeln von $2 - 2\frac{1}{2}$ Zoll Durchmesser, die so hart als Quarz sind. Als ein guter Steinschleifer eine solche Kugel in Platten zerschneiden wollte, zersprang die eine unbefestigte Hälfte mit Zischen und Detonation. Das erinnert an das Zerspringen der Glasthränen. In der Mitte finden sich Hohlungen von Erbsengröße.

c. Marekanit vom Berge Marekan bei Ochotsk in Ostsibirien bildet wolkenbraune bis rauchgraue Kugeln von allen Graden der Durchsichtigkeit. Die undurchsichtigen erinnern auffallend an Perlstein, welcher auch ihr Lager bildet. Nebulische rundliche oder klumpichte Einschlüsse aber von blauschwarzer Farbe finden sich in großer Menge auch zu Telkebanya im ungarischen Perlsteine.

§. 426. Die echten glasartigen Obsidiane benutzten schon die Griechen zu Pfeilspitzen (Marathonsteine), die Römer zu Spiegeln und Gemmen und die Perser und Aegypter zu Cylindergemmen. In Rom wurde überhaupt ein großer Luxus damit getrieben. Augustus stellte vier Elefanten von Obsidian im Tempel der Concordia auf. Man machte Trinkschalen daraus, die ganz die Stelle unsers Glases vertraten, und Kugeln von Obsidian mit Wasser gefüllt gebrauchte man als Brenngläser, und dergleichen mehr. Die Ureinwohner Amerika's benutzten ihn zu Messern, Degenklingen, Rasirmessern und andern schneidenden Geräthschaften. Alexander von Humboldt führt an, daß Cortez

in einem Schreiben an Kaiser Karl V. erzähle, er habe in Tenochtitlan Rasirmesser aus Obsidian gefertigt gesehen, was jedenfalls durch geschickten Schliff geschah. Derselbe berühmte Naturforscher fand noch auf dem Cerro de las Navajas (Messerberg) in Neuspanien die alten Schachte, welche zur Förderung des Obsidians angelegt worden waren, sowie Ueberreste von Werkzeugen und halbvollendeten Geräthschaften. Die Bewohner von Quito arbeiten prachtvolle Spiegel daraus, und die der Aster- und Ascensionsinseln und die Guanen gebrauchen zum Theil noch Splitter von Obsidian als Spitzen an ihren Lanzen.

Bei uns wird der Obsidian fast nur noch im Norden als Schmuckstein verwendet. Am meisten schätzt man den schillernden, der gewöhnlich en cabochon geschliffen wird, während der sammtschwarze nur als Trauerschmuck getragen wird. Den Bouteillenstein sucht man bisweilen dem Chrysolith unterzuschieben. Im allgemeinen wird der Obsidian nur wenig noch verschliffen, da seine Bearbeitung wegen der großen Sprödigkeit außerordentliche Vorsicht verlangt und künstliche Glasflüsse ihn an Schönheit weit übertreffen. Er steht daher auch in keinem hohen Werthe.

25. Lasurstein. [1])

Syn. Armenischer Stein; dodekaedrischer Lasurspath; Lazulith z. Th. Lapis Lazuli. Franz. Pierre d'Azur; Pierre d'Arménie; engl. Azurestone; russ. Lasurik. ital. Lapis lazzule.

§. 427. Eigenschaften.

Die chemischen Bestandtheile des Lasursteins sind nach Varrentrapp 45,5 Kieselerde, 31,76 Thonerde, 5,89 Schwefelsäure, 9,09 Natron und 3,52 Kalk, dazu etwas Eisen, Schwefel und Chlor, woraus sich wiederum die Verbindung eines Silicats mit einem Sulphate und die Beimischung von etwas Schwefeleisen ergibt, in welchem die Ursache der blauen Farbe vermuthet wird. Vor dem Löthrohre ist er schwer schmelzbar und schwillt an; das poröse Glas ist farblos (nach Field soll der Lasur aus den Cordilleren die blaue Farbe beim Erhitzen verlieren, beim Erkalten aber wieder erhalten); mit Salpeter erhitzt, wird er sehr schön grün; mit Soda geschmolzen zieht sich die meiste Soda in die Kohle mit Hinterlassung eines klaren, etwas blasigen Glases, das an einigen Punkten rostfarbig wie von Hepar ist; zerrieben gibt er mit Soda bei starker Hitze eine von Hepar braune Schlacke, länger erhitzt verschwindet die braune Farbe. In Salzsäure, Salpetersäure und Essigsäure entwickelt er etwas Schwefelwasserstoff und zersetzt sich unter Abscheidung von Kieselgallert.

§. 428. Vorkommen.

Chile, bei den Quellen der Bäche Cazadero und Vias, kleiner Zuflüsse des Rio-Grande in den Cordilleren von Ovalle, wenige Cuadras von der Straße entfernt, die nach den argentinischen Provinzen führt und in geringer Entfernung von der Wasserscheide noch auf chilenischem Gebiet. Man trifft den Lasurstein daselbst *anstehend* in einer sehr mächtigen Schicht kohlensauren Kalks, in der er, von kleinen Quantitäten Schwefelkies begleitet, in Stücken von verschiedener Größe vorkommt. Diese den Lasurstein führende Schicht ruht auf Thonschiefer und wird von einer andern Schicht bedeckt, die aus reichlichen Eisenerzen besteht und auch eine große Menge Granaten enthält. Ueber dieser letztern liegt die Granitformation, die den obern Theil dieser Berge bildet. Auf secundärer Lagerstätte findet sich der Lasurstein in einer kleinen Ebene zugleich mit Fragmenten von Granit, Schiefer und Eisenerzen in einer Masse von Geröll, das wol durch die Verwitterung und Zerstörung der oben geschilderten anstehenden Massen entstanden ist. Field, der den Lasurstein der Cordilleren untersuchte, fand folgende Bestandtheile:

Kieselerde	37,60.
Thonerde	11,21.
Kalkerde	24,05.
Talkerde	0,36.
Natron	9,66.
Eisen	0,08.
Schwefel	1,65.
Kohlensäure	15,05.
	99,66.

Sibirien: Ufer der Sljudänka, besonders in jener Gegend, wo sie sich in den Baikalsee ergießt, in Granit und körnigem Kalk, von Quarz, Kalkspath, Feldspath, Glimmer und Eisenkies begleitet.

Tatarei: Marco Polo auf seiner berühmten Reise zum großen Tatarenfürsten (1271) fand ihn hier am Westrande des Belur-Tag (Reichgebirges) im obern Flußgebiete des Oxus (Badakschan), wo er wie das Eisen in Bergwerken gewonnen wurde. Die armenischen Kaufleute bringen ihn von hier in den Handel nach Orenburg.

China: Provinz Kiangsi: Chovi-tscheoufou, überhaupt in mehrern Provinzen verbreitet. Provinz Kanton: Insel Hainan. — Kleine Bucharei oder das Land Turfan (auch Ost-Dschagatai genannt), in körnigem Kalk mit Eisenkies. — Tibet.

§. 429. Verarbeitung, Anwendung und Werth.

Der Lasurstein stand schon bei den Alten in großem Ansehen, namentlich wurde viel, sowol erhaben als vertieft, in ihn gravirt und es sind uns eine ziemlich große Anzahl dieser Arbeiten geblieben. Auch die Chinesen verarbeiten ihn schon seit langer Zeit zu Vasen, Dosen, Knöpfen, Tassen u. s. w. und bedienen sich seiner in der Porzellanmalerei. Nach der Aussage eines Bucharen in Kiachta sollen sie den hellblauen Lasurstein Zuisang, den dunkelblauen mit eingesprengtem Eisenkies Tchingtchang nennen und letztern dem ersten vorziehen. Ein chinesisch Tchin (ungefähr $1\frac{1}{3}$ Pfd. russisch Gewicht) feiner

Man verwendet den Lasurstein zu Ring- und Nadelsteinen, zu Kreuzen, Ohrgehängen u. dgl. mehr. Aus den größern Massen sägt man zuerst mittels einer kupfernen Säge und Schmirgel Stücke von erforderlichem Umfang heraus, schleift sie dann auf einer Bleischeibe mit Schmirgel und polirt sie endlich mit Tripel auf einer Scheibe von Zinn; man schleift ihn gewöhnlich tafel- oder halbkugelförmig und umgibt ihn mit einigen Randfacetten. Auch größere Gegenstände werden, sowol aus ihm als aus der Felsart, in welcher er mehr oder weniger eingesprengt ist, und von der man Stücke von schönem weißen Grunde wählt, in welchem die blauen Flecken regelmäßig vertheilt sind, verfertigt, wie Dosen, Vasen, Leuchter, Schalen, kleine Bildsäulen, Uhrgehäuse, Stockknöpfe u. s. w. Selbst zu architektonischen Verzierungen und zur Steinmosaik gebraucht man ihn. In Italien namentlich wird er, in Tafeln geschnitten, zum Schmuck der Kirchen verwendet, und bei Mosaikarbeiten gebraucht man ihn zur Darstellung der schönen Bläue des Himmels. Im kaiserlichen Schlosse von Zarskoe-Selo südwestlich von Petersburg findet sich ein Zimmer, das Katharina II. ganz mit Lasurstein und Bernstein täfeln ließ.

Um einen Begriff davon zu geben, wie hoch man den Lasurstein früher schätzte, wollen wir nur den Werth einiger der vorzüglichsten Stücke aus dem französischen Kronschatze anführen:

Ein Trinkgeschirr aus Lasurstein mit eingesprengten Schwefelkiespunkten in Form eines Nachens von sehr bedeutender Größe	200000 Fr.
Ein Säbelgriff von Tippo-Saib an Ludwig XVI. geschenkt	6000 »
Ein Trinkgeschirr, gesprenkelt mit viel weißem Quarz und Schwefelkies von 0,298^{mm} Länge und 0,166^{mm} Höhe . .	8000 »
Eine Vase von 0,224^{mm} Höhe und 0,140 im Durchmesser .	2600 »
Eine runde Schale von 0,110^{mm} Durchmesser und 0,118^{mm} Höhe	4500 »
Verschiedene andere Schalen von 600 Fr. bis	2400 »
Zwei Urnen zu 300 und	600 »
Zwei Tassen zu 200 und	600 »
Drei Rosenkränze zusammen im Werth von	3000 »

Zuweilen wird Kupferlasur mit dem echten Lasurstein verwechselt; dieselbe ist aber an der geringern Härte und dem Aufbrausen mit Säure leicht zu erkennen.

Durch Glasflüsse wird der Lasurstein täuschend nachgeahmt, sodaß man beide blos durch das Gesicht nicht voneinander unterscheiden kann; jene sind aber bedeutend weicher als dieser.

26. Hauyn. [1])

§. 430. Der Hauyn kryſtalliſirt im teſſeralen Syſteme und zwar iſt die Grundform das Rhombendodekaëder. Außer in der Grundform kommt er noch in Würfeln mit abgeſtumpften Kanten und Ecken vor; häufiger aber findet er ſich in kryſtalliniſchen Körnern, welche, ebenſo wie die Kryſtalle, gewöhnlich einzeln eingewachſen, ſelten aggregirt ſind. Die Spaltbarkeit iſt mehr oder weniger vollkommen parallel den Flächen der Grundform. Bruch muſchelig. Härte = 5—5,5. Specifiſches Gewicht = 2,4—2,5. Er iſt laſurblau bis himmelblau, glas- bis fettglänzend, halbdurchſichtig bis durchſcheinend und hat einen bläulich weißen Strich. Der Hauyn enthält Kieſelerde mit Thonerde, Kali oder Natron, Kalk und Schwefelſäure. Vor dem Löthrohre decrepitirt er ſtark, entfärbt ſich und ſchmilzt zu einem blaugrünlichen blaſigen Glaſe; in Salzſäure entwickelt er kaum eine Spur von Schwefelwaſſerſtoff und zerſetzt ſich unter Abſcheidung von Kieſelgallerte.

Man findet ihn in der Lava, in vulkaniſchen Auswürflingen und in Bimsſtein, am Laacherſee, bei Niedermendig, am Kammerbühl bei Eger, in der Gegend von Rom, im Peperino bei Albano und Marino, im Dolerit der Auvergne u. ſ. w.

Der Hauyn iſt erſt ſeit neuerer Zeit und bisjetzt nur in Frankreich zu Ringſteinen, Ohrgehängen u. ſ. w. verwendet und wie der Idokras bearbeitet worden. Da er nicht häufig in ſchleifwürdigen Exemplaren vorkommt und eine ſchöne Farbe zeigt, ſo iſt ſein Preis noch ein ziemlich hoher.

zeigt auf der vollkommensten Spaltungsfläche einen metallartig schimmernden Glanz, der oft mit einer Farbenwandelung ins Kupferrothe verbunden ist; außerdem hat er Glas- oder Fettglanz. Der Strich ist grünlichgrau; zuweilen ist der Hypersthen etwas magnetisch.

Seiner chemischen Zusammensetzung nach besteht er wesentlich aus Kieselerde, Talkerde und Eisenoxydul ($3\,MgO, FeO . 2\,SiO_3$, wobei die Basen in der Menge wechselnd, im Mittel 17,2 Talkerde, 30,9 Eisenoxydul, 51,9 Kieselsäure enthaltend), auch Kalkerde und Manganoxydul pflegen in geringen Mengen als vicarirende Bestandtheile vorzukommen. In Säuren ist er unlöslich, vor dem Löthrohre schmilzt er mehr oder weniger leicht zu einem grünlichschwarzen oft auf die Magnetnadel wirkenden Glase.

Der Hypersthen bildet einen wesentlichen Gemengtheil von Gebirgsarten; mit Labrador den nach ihm benannten Hypersthenfels oder Hypersthenit, mit diesem und Olivin den Diabas; auch kommt er in einigen Gebirgsarten unwesentlich beigemengt vor, wie im Gabbro. Besonders ausgezeichnet wird er an der Küste von *Labrador und auf der *St Paulsinsel gefunden, auch zu *Odsdalen in Norwegen, auf der schottischen Insel Skye, in Cornwall, am Harz, im Thüringerwald, im Fichtelgebirge, bei Penig in Sachsen, *Neurode in Schlesien u. s. w.

Die schön farbenwandelnden Varietäten werden, namentlich von französischen Steinschneidern, zu Ring- und Radsteinen und andern kleinen Bijouteriegegenständen verarbeitet. Man schneidet die Stücken, welche den vorzüglichsten Glanz und die schönsten Farben besitzen, aus den größern Stücken aus, und schleift ihn dann auf einer Bleischeibe mit Schmirgel flach en cabochon. Man hat jedoch dabei Sorge zu tragen, daß die convexe Fläche parallel der Richtung der Seitenflächen des Krystalls zu liegen kommt, weil dadurch erst die Farbenwandelung des Hypersthens schön hervortritt. Die Politur, welche er sehr schön annimmt, wird durch Tripel gegeben.

Der Hypersthen hat, wenn er frei von Sprüngen, schön in der Farbe und einigermaßen groß ist, einen ziemlichen Werth. Bei der Auction der Sammlung des Marquis de Tree in Paris wurde ein schöner en cabochon geschnittener Hypersthen von 8—10 Linien Länge und 6 Linien Breite für 120 Fr. verkauft.

28. Diopsid.[1])

Syn. Augit; Pyroxen; Salit; Mussit; Alalit.

§. 432. Der Diopsid krystallisirt im monoklinoedrischen Systeme und hat zur Grundform die schiefe rhombische Säule von 87° 6′, die schärfern

1) Von δίς, doppelt, und ὄψις, Ansicht, weil man nach Haüy über die Grundform doppelte Ansicht haben könne.

Seitenkanten sind gewöhnlich stark abgestumpft, wodurch eine breite sechsseitige Säule entsteht, welche von den stumpfern Seitenkanten aus mit zwei Endflächen von 120° 39′ Neigungswinkel zugeschärft erscheint. Uebrigens finden sich auch andere Abänderungen und Zwillinge. Die Krystalle sind einzeln ein- und aufgewachsen; häufig erscheint der Diopsid auch derb in breitstengligen und schaligen Aggregaten. Die Spaltbarkeit ist am vollkommensten parallel den Seitenflächen der Grundform, der Bruch muschelig oder uneben, die Härte = 5 — 6, das specifische Gewicht = 3,2 — 3,5. Er ist spröde, glas-, zuweilen fett- oder perlmutterglänzend, durchsichtig und durchscheinend und in Farbe graulichweiß bis perlgrau, grünlichweiß bis grünlichgrau und lauchgrün.

Der Diopsid besteht aus Kieselerde, Kalkerde und Talkerde ($3\,Ca\,O\,.\,Mg\,O\,.\,2\,Si\,O_2$), wobei meist geringe Mengen von Eisenoxydul als vicarirender und färbender Bestandtheil vorhanden sind und die relativen Mengen der Kalk- und Talkerde wechseln; die mittlere Zusammensetzung ergibt 25,8 Kalkerde, 18,4 Talkerde, 55,8 Kieselsäure. In Säuren ist der Diopsid unlöslich; vor dem Löthrohre schmilzt er zu einem weißlichen halbdurchsichtigen Glase.

Der Diopsid findet sich auf Gängen und Lagern, auch als unwesentlicher Gemengtheil von krystallinischen Gebirgsarten, so oft im Kalkstein, bildet in seinen faserigen Abänderungen zum Theil den sogenannten Asbest oder Amianth, mit welchem Namen auch der Chrysotil und faserige Amphibol benannt werden. Besonders schöne Krystalle kommen auf der *Mus

in grobkörnigen und stengeligen Aggregaten und als dichter und erdiger Fluß vor.

Die Spaltbarkeit ist parallel den Flächen der Grundform so vollkommen, daß man aus einem Würfelkrystall leicht das Octaëder herausschlagen kann, daher ist auch der muschelige Bruch nur selten sichtbar. Er ist spröde, hat eine Härte = 4, ein specifisches Gewicht = 3,1—3,2 und ist durchsichtig in allen Graden. Der Glanz ist ein eigenthümlicher feuchter Glasglanz und die Schönheit der Farbenreihe so groß, daß er vielleicht von keinem Mineral übertroffen wird, daher ist auch der alte bergmännische Name Erzblume so bezeichnend. Farblose von großer Klarheit finden sich in den Druſenräumen des bunten Sandsteins bei Waldshut; roth, rosenfarbig und intensiv, besonders in den Hochalpen vom St.-Gotthard bis zum Montblanc; gelb in allen Tönen, besonders wein- und honiggelb bis gelblichbraun zu Gersdorf, Annaberg, Freiberg in Sachsen, Grube Hausbaden bei Badenweiler; grün in allen Tönen, fast in das Smaragdgrün verlaufend, Derbyshire, Herrenseegen auf dem Schwarzwalde, am Sentis im Canton Appenzell u. s. w.; blau vom Ton des Sapphir kommen sie im Salzgebirge von Hall in Tirol und zu Altenberg in Sachsen vor, auf Zinnstein und Kobaltgängen nicht selten ganz in schwarz übergehend, die amethystblauen gleichen durch ihre Farbe den Quarzamethysten in auffallender Weise und kommen besonders klar aus Cumberland. — Gewisse cumberländische zeigen eine eigenthümliche Art von Dichroismus: im reflectirten Lichte erscheint die Oberfläche amethystblau, im durchfallenden meergrün. Man hat daher diese Erscheinung bei andern Körpern nicht unpassend Fluoriren genannt (s. die Einleitung). Zuweilen schließen manche Flußspathe Flüssigkeiten ein. In der Hitze phosphoresciren namentlich die grünen und rothen mit einem schönen bläulichen Scheine.

Der Flußspath besteht aus Fluor und Calcium (CaF) mit 48,1 Fluor und 51,9 Calcium. Vor dem Löthrohre zerknistert er oft stark, phosphorescirt und schmilzt in dünnen Splittern unter Röthung der Flamme zu einer unklaren Masse, welche in stärkerm Feuer unschmelzbar wird, und sich dann wie Kalkerde verhält; mit Gips schmilzt er zu einer klaren Perle, welche nach der Abkuhlung unklar erscheint; schmilzt man das Pulver mit vorhergeschmolzenem Phosphorsalze im Glasrohre, so entweicht Flußsäure. In concentrirter erhitzter Schwefelsäure wird er vollkommen zersetzt und entwickelt Fluorwasserstoff, welcher Glas ätzt. Da Flußsäure die Kieselerde leicht angreift und fortnimmt, so bildet er bei Hüttenprocessen ein wichtiges Flußmittel, das schon den ältesten Hüttenleuten bekannt war; von Salzsäure und Salpetersäure wird er etwas schwer aufgelöst.

Der Flußspath kommt besonders mit Schwerspath auf Erzgängen vor, ist aber der Masse nach seltener als dieser. Eine der mächtigsten Ablagerungen

bildet der grünlichweiße von Stolberg auf dem Unterharz, der eine stockartige Erweiterung von 14 — 16 Lachter erreicht und für den Zuschlag auf den mansfelder Kupferhütten von Wichtigkeit ist. Die Gewerkschaft gewinnt vierteljährlich 50000 Ctr., à 3 Sgr. im Werth. Untergeordnet finden wir ihn auf den verschiedensten Erzgängen Deutschlands, Harz, Thüringerwald, besonders aber auf dem Erzgebirge und Schwarzwalde. Ausnehmend reich davon sind auch die im Bergkalk aufsetzenden Bleierzgänge von Nordengland.

§. 434. Geschichtliches.

Der Flußspath ist gekannt, so alt der Bergbau ist. Die Alten scheinen ihn jedoch nicht mit einem eigenen Namen belegt, sondern denselben nach seinen Farben andern Steinarten beigezählt zu haben, wie sie z. B. den grünen Flußspath mit dem Smaragd zusammenstellten. Wahrscheinlich lieferte er das Material für die im Alterthume so hoch geschätzten Vasa murrhina und nicht, wie andere gemeint haben, der Obsidian, Nephrit, Jaspis oder der Speckstein. Dieselben verherrlichten mehrere Triumphzüge, weil sie ein Theil der reichen Beute waren, die aus dem Orient nach Rom gebracht wurde. Die sechs ersten murrhinischen Vasen kamen aus dem Schatze des Mithridates; man hielt dieselben für würdig, dem Jupiter geweiht zu werden, und stellte sie in seinem Tempel auf. — Die deutschen Berg- und Hüttenleute haben ihn schon im 16. Jahrhundert unterschieden und, da sie ihn als Flußmittel bei strengflüssigen Erzen gebrauchten, Fluß genannt. Schon Agricola Bermannus

Teller, Kästen, Urnen u. s. w. daraus. Am geschätztesten und theuersten ist der dunkelblaue und purpurrothe von Castleton in Derbyshire. Die Farbe des erstern ist oft so tief, daß man die aus demselben gefertigten Gegenstände nicht dünn genug machen kann, um sie durchscheinend zu erhalten, was zur Deutlichkeit der Farbe, also zur vollkommenen Schönheit erfordert wird. In diesem Falle wird der Stein in einem Ofen langsam steigend bis fast zum Rothglühen erhitzt, wodurch das dunkle Blau in Violett (Amethystfarbe) übergeht. Große Vorsicht muß jedoch bei dieser Behandlung angewendet werden, denn durch zu lange Dauer des Erhitzens verschwindet die Farbe gänzlich, oder er bekommt viele kleine Risse, die dem Aussehen der daraus gefertigten Gegenstände schaden.

Die Bearbeitung des Flußspaths auf der Drehbank unterliegt bedeutenden Schwierigkeiten. Da nämlich die Masse des Steins aus zusammengehäuften Krystallen besteht (weshalb sie wie durch und durch zersprungen aussieht), und von diesen Krystallen wegen ihres vierfachen Blätterdurchgangs äußerst gern Theilchen abspalten, so ist es nicht leicht eine glatte Oberfläche zu erlangen, und oft erfolgen sogar Brüche. Selbst unter den besten Flußspathdrechslern sind daher wenige im Stande, sehr dünnwandige hohle Gegenstände (Vasen, Becher, Schalen u. s. w.) zu verfertigen (kleine Vasen, Büchsen u. dgl. sind oft nur 1 Linie bis $1\frac{1}{2}$ Linie dick), was nur mittels des folgenden Kunstgriffs bei der größten Behutsamkeit gelingt. Mittels Spitzeisen und eines hölzernen Schlägels wird der Stein durch Behauen aus dem Groben vorgerichtet; dann erhitzt man ihn und reibt ihn mit gelbem Harz, welches darauf schmilzt, etwa ein Achtelzoll tief eindringt und die Krystalle zusammenkittet. Sodann wird er aus dem Groben abgedreht und ein wenig ausgehöhlt, wieder erhitzt, mit Harz eingerieben und weiter ausgedreht. Mit schrittweiser Wiederholung dieser Operationen fährt man bis zur Vollendung fort. Sobald die Wandstärke des Gefäßes sich ziemlich verringert, befördert man die Haltbarkeit desselben durch äußerliches Umwinden mit dünnem Drahte. Schließlich, wenn das Stück so dünn geworden ist, daß es beim Durchsehen die Farbe klar und schön zu erkennen gibt, versieht man es zum letzten male mit Harz und polirt es in derselben Weise wie Marmor. Der Flußspath nimmt jedoch, seiner größern Härte wegen, nicht so schnell und leicht als Marmor den Glanz an, und immer bleibt ein wenig Harz in den äußerst feinen Sprüngen der Oberflächen zurück, wo man es zum Theil an der mehr oder weniger tief eindringenden braungelben Färbung erkennt. Das einzige zum Flußspathdrehen anwendbare Werkzeug ist der Spitzstahl.

§. 436. Handelsnamen und Werth.

Im Handel wird der Flußspath gewöhnlich nach den Edelsteinen benannt,

deren Farbe er gerade beſitzt, jedoch mit dem Zuſatze falſch; wie z. B. der grasgrüne: falſcher Smaragd (fausse Emeraude, prime d'Emeraude); der violette: falſcher Amethyſt (fausse Améthyste); der roſenrothe: falſcher Rubin (faux Rubis); der gelbe; falſcher Topas (fausse Topaze) u. ſ. w.

Im allgemeinen ſtehen die Flußſpathfabrikate in keinem hohen Preiſe. Klarheit und Schönheit der Farbe, Freiſein von Sprüngen und Schönheit der Ausführung beſtimmen den Werth derſelben. Bei nicht ganz großen Stücken wird meiſt nur die Arbeit bezahlt. So koſtete in Paris eine gutgeſchliffene, ſchöne blaue Vaſe von 1 Fuß Höhe und 6 Zoll im Durchmeſſer nur 75 Fr. und eine andere violette und weiße von 8 Zoll Höhe und 4 Zoll Durchmeſſer nur 37 Fr.

30. Bernſtein. [1])

Succinit. [2]) Franz. Succin; Ambre jaune; engl. Amber; ital. Ambra gialla; ſchwed. Raf (die Wurzel von Raſſen); perſ. Karuba, Strobräuber (ruba, Räuber).

§. 437. Morphologiſche und phyſikaliſche Eigenſchaften.

Der Bernſtein iſt ein foſſiler, ſeiner Zuſammenſetzung ſowol wie ſeinen Geſammteigenſchaften nach den vegetabiliſchen Harzen nahe ſtehender Körper. Er findet ſich in rundlichen und ſtumpfeckigen Stücken und Körnern, auch in zapfenartigen, getropften und gefloſſenen Geſtalten, ganz wie Baumharz, das

rieben stark polirfähig, zeigt alle Grade der Durchsichtigkeit, wird durch Reiben stark negativ elektrisch und verbreitet dabei einen angenehmen Geruch.

§. 438. Chemische Eigenschaften.

Der Bernstein besteht wie die vegetabilischen Harze aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff ($C_{10} H_8 O$, mit 79 Kohlenstoff, 10,5 Wasserstoff und 10.5 Sauerstoff). Seine nähern Bestandtheile sind Bernsteinsäure, ein ätherisches Oel, zweierlei Harze und ein unauflöslicher bituminöser Stoff. Er schmilzt bei 287°, an einer Lichtflamme entzündet brennt er unter Anschwellen und Ausstoßung weißer, stechend, aber nicht unangenehm riechender Dämpfe fort, ohne aber dabei so weit zum Schmelzen zu kommen, daß er abtröpfelte (Unterschied von Kopal). Erhitzt man den Bernstein in einer Retorte, so kommt er zum Schmelzen unter Entwickelung von Bernsteinsäure, die sich in nadelförmigen Krystallen in der obern Wölbung und dem Halse der Retorte ansetzt, und von einem flüssigen Oel, dem Bernsteinöl, das sich ebenfalls großtentheils im Halse verdichtet und in einer Vorlage gesammelt werden kann. Diese Schmelzung ist aber mit einer Zersetzung des Bernsteins verbunden, sodaß die geschmolzene Masse, das sogenannte Colophonium succini, nicht nur in der dunklern, mehr bräunlichen, ja mitunter dunkelbraunen Farbe, sondern auch in den übrigen Eigenschaften wesentlich von dem unveränderten Bernstein abweicht. Es wird zur Bereitung des Bernsteinfirnisses benutzt, da dasselbe sich in fetten Oelen und Terpentinöl löst, was der ungeschmolzene Bernstein nicht thut. Aether zieht aus dem gepulverten Bernstein einen hellgelben, stark riechenden, klebrigen Balsam, den Berzelius (Poggendorf's „Annalen", XII, 429) für das hält, was der Bernstein ursprünglich war, aber vielleicht jetzt ärmer an flüchtigem Oel wie ehemals. Die unlöslichen Bestandtheile des Bernsteins mögen sich durch die Länge der Zeit aus diesem Balsam gebildet, aber allmählich einen Theil desselben so umschlossen haben, daß dessen weitere Veränderung dadurch gehindert worden ist.

§. 439. Vorkommen und Gewinnung.

Bisher sah man den Bernstein als ein Product der tertiären Braunkohle, sogar der ältesten Braunkohlenformation an, weil man ihn in den Braunkohlenlagern fast aller Länder, in Frankreich, den Niederlanden, Grönland, Schweden, Italien, auf Sicilien und in Spanien, ja selbst in Sibirien, China und Hinterindien fand. Man darf bei diesen Angaben dann aber nicht vergessen, daß unter dem Namen alle bernsteinartigen Harze verstanden werden, welche scharf voneinander zu unterscheiden bisjetzt noch nicht gelungen ist. So kommt bei Lemberg in der obern Kreideformation mit der riesigen Gryphaea vesicularis ein ausgezeichneter Bernstein in faustgroßen Stücken vor, er ist so

und glänzender als der preußische und duftet beim Anzünden auf das feinste. In der Pechkohle des Plänerkalks von Skutsch bei Riechenburg im chrudimer Kreise in Böhmen führt Reuß einen schwefelhaltigen an. Derselbe fand im Galizischen die Foraminiferen des wiener Tertiärgebirges. Daubrée führt Bernstein aus dem Braunkohlengebirge von Lobsann im Elsaß auf. Dies ist nun jedenfalls nicht Product des Bernsteinbaumes der Ostseeländer. Die Hauptfundorte jedoch, namentlich die große norddeutsche Ebene bis in die deutsch-russischen Ostseeprovinzen hinein, gehören ursprünglich der ältern Braunkohlenformation an. Die Nordseeküste zwischen dem Lymfjord und der Elbe, an der Pytheas wahrscheinlich den Bernstein suchte, liefert jetzt noch einen Ertrag von etwa 3000 Pfd. jährlich. Aber die reichste Quelle des Bernsteins ist doch immer die Ostsee, theils der aufgeschwemmte Boden seiner Küstenländer, theils das Meer selbst, dessen sturmerregte Wellen ihn an das Ufer werfen, und theilweise in seinem Sande begraben. Schon in Mecklenburg und Pommern begegnet man dem Bernstein. An der Ostseeküste von Hiddensee und an der schmalen Heide auf Rügen wird er häufig ausgespült. Aber auch von fast allen größern Landseen dieser Gegenden wird Bernstein ans Ufer geworfen und in zahlreichen Kies- und Mergelgruben wird er gefunden. Bei Rumshagen unweit Pentlin wurde im Jahre 1842 ein Stück von 2 Pfd. 4 Loth Gewicht gefunden; und in der Nähe von Anclam war er in den Jahren 1809—11 so häufig, daß man besondere Nachgrabungen anstellte. Bei Groß-Schönebeck unweit Zehdenick und bei Brandenburg wurden schon seit 1833 Bernsteingräbereien betrie-

nung eine gleiche Summe betragen, hat sich das Unternehmen doch lohnend herausgestellt. Was an Bernstein in jener Gegend, selbst von Bauern beim Pflügen gefunden wird, muß bei Strafe abgeliefert werden, doch erhält der Finder ein Zehntel des Werthes. Als G. Rose („Reise nach dem Ural", 1829, S. 4) durch Konigsberg kam, sah er bei dem Pachter Herrn Douglas einen Vorrath von 150000 Pfd. in einem massiven durch eiserne Thüren verschlossenen Gewölbe aufgespeichert und in Kisten und Körben nach der Größe der Stücke geordnet.

Aber nicht hier allein fand man ihn, selbst mehr als 40 Stunden vom Strande liegt er in den Bergen begraben. Vor etwa 300 Jahren entdeckte man ihn zufällig beim Beackern des Bodens und schon 1559 wurden förmliche Bernsteingräbereien betrieben. Anfangs war der Ertrag bedeutend, da die Strandbewohner in jener Zeit der Willkür von der kurfürstlichen Regierung gegen geringen Tagelohn zum Graben verpflichtet wurden. Aber bald kehrte man doch zu den Strandbergen zurück, an deren steilen Abhängen man nur die bernsteinhaltigen Thonschichten abzustechen und zu durchsuchen hatte, was freilich nicht gefahrlos war, da nachstürzende Bergmassen die Grabenden oft begruben.

Der Bernstein gereichte den preußischen Strandbewohnern so wenig wie die Diamanten den Brasilianern zum Segen. Die gewaltsame Verpflichtung zum Graben drückte und störte ihren Wohlstand, der Eid, die strenge Aufsicht, die harten Strafen, welche auf Entwendung oder Verheimlichung von Bernstein gesetzt waren, untergruben ihre Sittlichkeit und Redlichkeit. Die Regierung erkannte allmählich diesen Uebelstand und beschloß, die Bernsteingräbereien an die Strandbewohner zu verpachten; aber es war zu spät, der unredliche Gewinn war ihnen lieber geworden, sie wiesen den Antrag zurück.

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts riß ein Sturm große Erdmassen von den Strandbergen ab und entblößte ein Bernsteinlager, das sich in gleicher Höhe mit dem Meeresspiegel weit in die Berge hineinerstreckte, oft 440 Fuß hoch von ihnen bedeckt. Man wurde dadurch veranlaßt, den Bernstein auf bergmännische Art zu graben, und machte im Jahre 1789 den ersten Versuch dazu beim Dorfe Groß-Hubnicken, mußte aber bald wieder aufhören, da das Nachstürzen des Sandes die Arbeit zu gefährlich machte. Man senkte nun einen förmlichen Schacht ab, um die innere Beschaffenheit des Berges kennen zu lernen. Unter abwechselnden Lagen von Sand und blauem oder grauem Letten fand man eine schwarzgraue Erde, mit Braunkohlennestern gemischt, das eigentliche Bernsteinlager, das sich in einer durchschnittlichen Mächtigkeit von $2 - 2\frac{1}{2}$ Fuß fortzog. Die verschiedenen Werke, die man anlegte, wurden aber alle bald durch herabstürzende Bergmassen gestört und 1806 gänzlich aufgegeben.

Mit dem Jahre 1811 gewann die Bernsteingraberei einen neuen

schwung. Die Zwangsarbeit war vergessen, man bezahlte die Arbeiter reichlich und sie drängten sich nun zu der früher verhaßten und verachteten Beschäftigung. An den Abhängen des Strandes, namentlich bei Brüsterort, bei Lo pöhnen, Rauschen und Neukuhren werden seitdem bedeutende Bernsteingräbereien betrieben. Man beginnt gewöhnlich in einiger Entfernung vom Berge die Erde abzustechen und die ausgegrabene Erde an das Ufer zu schaffen, um einen schützenden Damm gegen das Meer zu gewinnen. In dem allmählich gebildeten halbkesselförmigen Raume wird dann unter strenger Aufsicht eine kleine Anzahl von Arbeitern beschäftigt, den schwarzgrauen Boden mit kleinen Spaten zollweise loszustechen und vorsichtig zu zertheilen, damit die großen Bernsteinstücke nicht zerschlagen werden und doch auch die kleinsten nicht entgehen.

Der Ertrag der Gräberei ist indessen weit geringer als der des Fischens. Im allgemeinen ist aber der Gewinn seit 300 Jahren fast völlig gleichmäßig gewesen. Nach Tabellen, die bis in das Jahr 1535 hinaufreichen, betrug die jährliche Ausbeute durchschnittlich 150 Tonnen, à 30 berliner Quart. Nur vor etwa 23 Jahren hatte die Ergiebigkeit der Bernsteinarbeit bedeutend abgenommen. Da brachte der Durchbruch der Weichsel bei Fahrwasser neuen Reichthum. Der Zufall half ihn entdecken. Auf dem sandigen Strande der Bucht von Zoppot hatte sich im Winter 1837 ein gewaltiger Eiswall gegen das Meer hin gebildet. Jenseit desselben erstreckte sich bis zum Wasser eine schmale Eisfläche, welche Schlamm und modernden Seetang bedeckte; Fischer

geglückt war, dessen ehemaliges Bett seit dem Jahre 1839 ein reich bebautes, fruchtbares Ackerland geworden ist. Obgleich der Angernsee nur wenig über dem Niveau des Meeres liegt, ist er jetzt doch bereits merklich von seinen Ufern zurückgetreten. Bei den Ausgrabungen am Ablaufe, der den See mit dem Meerbusen verbindet, fand man in dem weichen Boden Bernsteinstücke, später auch in den vom Wasser entblößten Rändern des Sees. Wer zuerst den Bernstein hier sammelte, ist nicht mehr zu ermitteln; denn anfangs wurde die Sache, da der See Kroneigenthum ist, heimlich betrieben und der Bernstein sehr wohlfeil an die Juden verkauft. Indeß war die Verheimlichung nicht lange möglich, die Gewinnsucht trieb alt und jung hinaus, besonders an den Sonntagen, sodaß man es am vernachlässigten Kirchenbesuch merkte, und die Regierung davon benachrichtigt wurde. Das neue Californien für die Umgegend des Sees, besonders aber für die Juden wird damit wol verschlossen sein. Bis dahin hatten aber die Juden nach ihrer eigenen Angabe dort bereits für mehr als 4000 Silberrubel Bernstein angekauft und natürlich mit nicht unbedeutendem Gewinn in Umlauf gesetzt.

§. 440. Ursprung des Bernsteins und Einschlüsse darin.

Schon die äußere Beschaffenheit wie die chemische Zusammensetzung des Bernsteins weisen auf seinen vegetabilischen Ursprung, auf seine Harznatur hin. Bedürften wir noch eines überzeugendern Beweises, so liefern ihn uns die Umstände seines Vorkommens mit Braunkohle und bituminösem Holze. Man findet noch die Jahresringe der Braunkohlenstämme von Bernstein durchdrungen; man findet auf Bernsteinmassen die Abdrücke von Baumrinde; man findet Rinden und Holzstücke, an denen noch Bernstein sitzt, oder über die er geflossen. Was aber besonders deutlich für die pflanzliche und Harznatur des Bernsteins spricht, das sind die Einschlüsse von Insekten und Pflanzenresten, von Holzsplittern, Moosen, Samen und kleinen Steinchen, die namentlich der Bernstein der Ostseeküsten zeigt. Die Beschaffenheit dieser Einschlüsse läßt auf einen sehr flüssigen Zustand des Bernsteinharzes schließen, als es die Insekten aufnahm und umwickelte, und auf ein sehr langsam erfolgtes Erstarren. Wenn die zähen Harze unserer nordischen Nadelbäume Insekten umschließen, so finden wir immer ihre Körper verbogen, ihre Füße eingezogen, ihre Flügel zusammengerollt. Ganz anders bei dem klaren, deutlich geflossenen Bernstein. Hier sind die zartesten Theile wohl erhalten, Fühlhörner und Füße in natürlicher Lage ausgebreitet. Die Insekten selbst, in denen wir die begrabenen Bewohner der Vorwelt zu begrüßen haben, gehören größtentheils unsern
lebenden europäischen Gattungen an oder finden doch ihre Verwand
in Brasilien und Neuholland; nur wenige zeigen ganz fremde G
sind Käfer, Fliegen, Mücken, abenteuerlich gestaltete und von de

ganz verſchiedene Spinnen, wie ſie Fig. 195 zeigt, vieläugige Ameiſen (Fig. 196), Heuſchrecken, Tauſendfüßler und kleine Skorpione (Fig. 197), die von allen heutigen abweichen.

Unmöglich aber konnte ſich der Bernſtein unter der Erde bilden, etwa als fremdartige Subſtanz von oben her die Baumſtämme durchdringen, als ſie bereits unter den Sand- und Thonſchichten des Bodens begraben waren. Nur auf der Oberfläche der Erde, an der Luft konnte die Bernſteinbildung erfolgen. Die eingeſchloſſenen Inſekten lebten auf dem Lande. Todt konnten ſie nicht in die Erde kommen; dagegen ſpricht ihr unverſehrter Zuſtand und ihre Lage, die ganz der in Flüſſigkeiten geſtorbenen Thiere gleicht. Sehr dünnflüſſig ſogar muß mancher Bernſtein geweſen ſein, das beweiſen die ſo genannten Stecknadeln, die man ſonſt als Einſchlüſſe gefunden haben wollte. Es ſind jedenfalls Tropfen, die ſich in feine Fäden auszogen und ſo, verhärtet und oft von angeſetztem Staub dunkel gefärbt, von dem nachfließenden Bernſtein umhüllt wurden.

Fragen wir nach dem Baume, der uns dies koſtbare Harz lieferte, ſo deuten der Bernſtein, den man in den Harzgefäßen bituminöſen Nadelholzes, und die Nadelholzbruchſtücke, die man ganz von Bernſtein umfloſſen in der Wetterau und in Schleſien findet, die kleinen Tannenzapfen, die im Bernſtein eingeſchloſſen ſind, oder zwiſchen deren Schuppen Bernſtein vorkommt, die den Bernſtein umkleideten oder bis ins Innere durchdrungenen Holzſtücke, die vom Meere ausgeſpült werden und das unzweifelhafteſte Nadelholzgefüge zeigen, nach Göppert's Unterſuchungen auf eine Conifere hin, die nach Hals- und

leichtbewegliches Harz durch Ströme benachbarten Meeren zugeführt, die dann den Bernstein wieder, wie andere Beute, die ihnen auf kürzere oder längere Zeit anvertraut ward, ans Land werfen. Von fossilem Holze begleitet findet er sich in den tertiären Braunkohlenlagern Europas und anderer Welttheile. Unter dem Meeresboden der Ostsee lagern vielleicht, wenn auch in beträchtlicher Tiefe, gleichfalls Braunkohlengebilde, die dem Meeresboden ihre entblößten Schichtenköpfe zukehren, sodaß sie von den Wellen zerwaschen den Bernstein losgeben mußten. In Preußen und Polen liegen die bernsteinführenden Schichten wahrscheinlich über der weitverbreiteten Kreideformation überdeckt von den mächtigen Gebilden angeschwemmten Landes. Der Zusammenhang zwischen der Braunkohle und dem Bernstein ist zu auffallend, als daß er sich leugnen ließe. Alle Baumstämme dieser Bernsteinlager sollen gegen Nordwest gerichtet sein, sodaß also die Flut, welche sie umstürzte und ein ganzes Zeitalter begrub, von Südost her hereingebrochen sein mußte.

§. 441. Geschichtliches.

Der Name des Bernsteins soll von dem altdeutschen Worte „börnen", brennen, abgeleitet sein und daher auf seine Entzündlichkeit hindeuten. Schon bei den Alten stand der Bernstein in sehr hohem Ansehen und wurde besonders von den Römern hoch geschätzt. Die Griechen erhielten von den Phöniziern schon frühe Ketten von Bernstein gefertigt zu Hals- und Armschmuck und er wird bereits mit den Dichtungen und Mythen über die ältesten Nationalgötter in Verbindung gebracht. Die Mythe bezeichnet ihn als Thränen der Schwestern des Phäton, Sohn des Sonnengottes, der mit dem Wagen seines Vaters fast die Erde verbrannt hätte. Im Westen heruntergeschleudert beweinten ihn seine Schwestern, die Heliaden, und von den mitleidigen Göttern endlich in Bäume verwandelt, hörte der Strom ihrer Thränen noch nicht auf, er wurde zu Bernstein. In Homer's „Iliade", 15, 460, bietet ein phönizischer Schiffer eine Goldkette, durchreiht mit ἠλέκτροις zum Verkauf, und Herodot, 3, 115, sagt, daß Zinn und Elektron aus dem äußersten Westen von Europa kämen. Nach Plinius stammt der griechische Name von der Farbe, die mit der der strahlenden Sonne (ἠλέκτωρ) verglichen wurde. Auch der vegetabilische Ursprung und die Harzelektricität des Bernsteins waren den Alten schon sehr gut bekannt. Plinius [1]) sagt, man habe ihn deshalb Succinum genannt, um anzuzeigen, daß er von dem Safte (succus) der Bäume entstanden sei, und Tacitus [2]) schloß aus den Insekten und Pflanzen, die man zuweilen in ihm findet, daß er ein Baumharz sein müsse. Thales von Miletus (640 v. Chr.)

1) Hist. nat., lib. 37, 3.
2) De mor. germ. c. XLV.

war über die Eigenschaft des Bernsteins, durch Reiben leichte Körper anzuziehen, so erstaunt, daß er ihm eine Seele zuschrieb, und Buttmann (Abh. der berliner Akad. der Wissensch., 1818) leitet davon den griechischen Namen ab (ἄλεκτρον, ἤλεκτρον, der Zieher. Nur wenige Mineralien erfreuten sich im Alterthume eines solchen Rufs wie der Bernstein, und mit wenigen wurde ein solcher Luxus getrieben. Plinius führt ihn neben murrhinischen Gefäßen und Bergkrystall auf. Lib. 37, cap. 11, beginnt mit den Worten: „Proximum locum in deliciis, feminarum adhuc tantum, succina obtinent.“ Man verfertigte namentlich allerlei Gefäße, Bilder und Galanteriewaaren daraus, brauchte ihn als Räuchermittel und die Frauen zogen ihn als Hals- und Armschmuck selbst den Edelsteinen und besonders darum vor, weil man glaubte, daß der Bernstein, auch nur äußerlich am Leibe getragen, zur Gesundheit diene.

Auf welche Weise die Alten den Bernstein erhielten, namentlich ob die phönizischen Schiffe bis in die Ostsee vordrangen, ist unentschieden. Wahrscheinlicher aber ist, daß der Bernstein zuerst, wenigstens durch Schiffahrt nur von den westlichen cimbrischen, d. h. dänischen Küsten, vorzüglich aber auf Landwegen durch einen Tauschhandel an das Mittelmeer gelangte. Der Massilier Pytheas zur Zeit Alexander's des Großen (340 v. Chr.), der nach Britannien und Thule kam, überschritt jedenfalls kaum die Mündungen der Weser und Elbe. Sein Unternehmen war eine der ersten eigentlichen Entdeckungsreisen, nur angestellt, um zu erforschen, woher der Bernstein komme,

§. 442. Eintheilung und Benennungen des Bernsteins im Handel.

Bevor der Bernstein verarbeitet wird, sortirt man die einzelnen Stücke zuvor nach Reinheit und Größe. Die im Handel vorkommenden Arten sind folgende:

1. Sortiment- oder Hauptstücke: rein, durchsichtig und mindestens 10—12 Loth schwer; man verwendet sie zu größern Schmuck- und Kunstsachen.

2. Tonnenstein: $^1/_2$—8 Loth schwer; die reinen und größern Stücke verwendet man zu Schmuckarbeiten, die unreinen zu Räucherpulver und zu Arzneien.

3. Knotel: kleiner wie die vorige Art, aber immer noch zu Drechslerarbeiten tauglich.

4. Firnißsteine oder Grauß: noch kleiner als die vorhergehende Sorte, aber sehr rein und hart, sodaß sie sich gut pulvern lassen; man gebraucht sie zu Bernsteinfirnissen, zu Siegel- und andern Lacken.

5. Sandsteine: kleine, undurchsichtige, trübe und durchlöcherte Stücke; dienen zu chemischen Präparaten und zu Räucherwerk.

6. Schluck: zwar größer als die Stücke der vorhergehenden Sorte, aber unrein, sandig, bröckelig und von ganz unansehnlicher Farbe.

7. Abhäusel, Sandgut, Drechselspäne: Abfälle bei der Verarbeitung des Bernsteins, entweder die fast pulverartigen vom Drehen, oder die größern Bruchstücke vom Zurichten und Beschneiden.

In Hinsicht der Durchsichtigkeit ist der Bernstein entweder

1. klar, oder
2. bastert, d. h. trübe durchscheinend.

Der klare Bernstein ist seiner Farbe nach entweder eisblaß, hellblaß, hellgelb, goldbraun, ordinärbraun, dickbraun oder brack; der bastert: komstfarbig, gelb, eiergelb, braun, bastirt, oder knochig.

§. 443. Verarbeitung des Bernsteins.

Der Bernstein besitzt, mit den ihm ähnlichen Harzen verglichen, eine nicht unbedeutende Festigkeit; er ist zwar spröde, aber nicht so sehr, daß er sich nicht mit den gehörigen Handgriffen bearbeiten ließe. Daher können auch nur die sprödesten Stücke leicht in Pulver, welches immer ganz weiß ist, verwandelt werden. Er läßt sich gut mit feinen Feilen behandeln, wird aber doch meist gedreht, wobei das Verfahren der Hauptsache nach folgendes ist:

Um die rohen Stücke zuzurichten, legt man sie in Wasser, wahrscheinlich damit sie bei der nachfolgenden Behandlung sich weniger erhitzen, und n so leicht unregelmäßig zerspringen. Sie werden mit einem eigenen Mei

ſpalten, wodurch die äußere braune Rinde, welche ſich beſonders am gegrabenen Bernſtein findet, und andere unbrauchbare Theile entfernt werden. Hierauf folgt das Beſchneiden der längern Stücke mit einem Meſſer. Jedoch kann das Zurichten auch durch Behauen mit dem Beile, durch Raſpeln und Feilen geſchehen, wodurch die rohen Stücke die zum Drehen bequeme Form erhalten.

Das Drehen wird entweder auf einer gewöhnlichen Drehbank vorgenommen, ſodaß das zugerichtete Stück in das an der Spindel befindliche hölzerne Futter eingeſpannt wird, oder aber bei den eigentlichen Bernſteindrehern auf einer Art von Dockendrehſtuhl, deſſen Spindel blos mit dem Handdrehbogen in Bewegung geſetzt wird. Am freien Ende trägt die Spindel ſtatt des Futters eine ſtählerne, nach vorn allmählich verjüngte vierkantige Spitze. An dieſe hält der Arbeiter das abzudrehende Stück an, bis ſie in das letztere ein Loch gebohrt hat, welches ſo tief ſein muß, daß das Bernſteinſtück auf die Spitze gewaltſam aufgeſchoben, den beim Drehen ſtattfindenden Widerſtand verträgt, ohne los zu werden. Die Drehwerkzeuge haben zwar im ganzen die Form der bei Elfenbein, Horn, Meſſing u. ſ. w. gebräuchlichen Schrot-, Spitz- und Schlichtſtähle, jedoch ſind ſie etwas kleiner und mit einer Schneide von eigenthümlicher Beſchaffenheit verſehen. Dieſe muß nämlich, damit die damit gedrehte Fläche der Arbeit nicht rauh ausfällt, einen ſehr ſcharfen Winkel bilden, ja zum Feindrehen wird die Schneide mit einem runden gehärteten Stahle von Zeit zu Zeit überſtrichen, damit ſie ſich umlegt und einen Grat erhält,

dünner Schaft in dem Loche, wenn es etwas tiefer geworden ist, nicht anliegt, sich federt, und durch sein Schwenken das Bersten des Stückes zur Folge haben kann.

Die Vollendung gibt man den gedrehten Arbeiten durch Schleifen mit Bimsstein, Abreiben mit den eigenen Spänen und durch Poliren mit ungelöschtem Kalk oder feingeschlämmter Kreide oder mit Tripel. Letzterer mit Weingeist angefeuchtet gibt den schönsten und hellsten Glanz. Dieselben Mittel werden auch bei solchen Gegenständen angewendet, welche nicht gedreht, sondern mittels feiner Feilen, kleiner Stecheisen und Grabstichel bearbeitet werden. Auch pflegt man manchmal Bernsteinarbeiten mit Bernsteinfirniß zu überziehen, um auch jenen Stellen Glanz zu geben, zu welchen man mit den Schleif- und Polirpulvern nicht leicht gelangen kann.

Nicht nur im Vaterlande des Bernsteins, zu Danzig, Königsberg, Stolpe, Lübeck u. s. w. wird derselbe häufig verarbeitet, sondern auch in Wien, Konstantinopel, Catania auf Sicilien und fast überall, wo häufig Galanteriewaaren verfertigt werden, indem es einem geschickten Drechsler bald gelingt, sich auf die Bearbeitung desselben einzuüben, namentlich liefern die Kunstdrechsler in Paris die zierlichsten Waaren, die sie zu ungeheuern Preisen nach Deutschland zurückführen. Zahllos sind daher auch die verschiedenen aus diesem Stoffe erzeugten Artikel, obwol der Verbrauch in der neuern Zeit bedeutend abgenommen hat, während man früher versuchsweise sogar Mikroskoplinsen und Aräometer, auch Bildnisse u. dgl. aus Bernstein verfertigte. Für den jetzigen Verkehr sind vor allen andern die bernsteinernen Ansätze oder Mundstücke für Tabakspfeifenrohre und die Bernsteinkorallen zu bemerken. Letztere werden erst gebohrt und gedreht, dann aber auf einem horizontal umlaufenden Schleifsteine facettirt und zuletzt mit Kreide und Wasser polirt. Die Koralle steckt bei beiden Operationen fest auf einer eisernen Spille, an welcher sie gehalten und nach jeder Facette nach Erfordernis gewendet wird. Starke Erhitzung muß auch hier, des Zerspringens wegen, möglichst vermieden werden.

Unter den Pfeifenansätzen aus Bernstein kommen häufig auch solche vor, welche stark gekrümmt und dennoch ganz durchbohrt sind. Das Bohren konnte zwar von zwei Seiten und so geschehen, daß die Löcher im Knie oder Buge sich vereinigten; allein man würde dort einen Absatz bemerken. Man biegt daher erst das ganz fertige Rohr. Der Bernstein hat nämlich die sonderbare Eigenschaft, sich leicht krümmen zu lassen, wenn er vorher in siedend heißem Leinöl erweicht wird. Jedoch muß er in dem Oele selbst gebogen werden, weil er beim Herausnehmen fast augenblicklich wieder fest wird. Auch darf die Erhitzung weder zu schnell geschehen, noch zu lange dauern. Im erstern Falle bekommt der Bernstein Risse, im letztern aber wird er nie wieder fest,

sondern bleibt weich und lleberig. Es ist kaum zu zweifeln, daß man durch ein ähnliches Verfahren den Bernstein unter heißem Oel auch in Formen pressen könnte, nur würde der hierzu nöthige Apparat kostspielig und schwierig anzuwenden sein. Einzelne Arbeiter sollen auch die Kunst verstehen, den Bernstein ganz zu erweichen und in Formen zu gießen. So führt Blum an, daß, nachdem man ihn in wasserfreien Weingeist aufgelöst hat, sich durch Formen allerhand Waaren daraus gießen lassen.

§. 444. Färben des Bernsteins.

Nach Plinius färbten schon die Alten den Bernstein mit Bockstalg, Anchusenwurzel und Purpur und auch unsere meisten Bernsteinarbeiter wissen denselben roth, blau, violett u. s. w. zu färben. Wenn es sich nur um das Färben der Oberfläche handelt, so unterliegt die Sache keiner Schwierigkeit, indem in Weingeist aufgelöste Pflanzenpigmente auf jede harzige oder mit Harz bedeckte (gefirnißte) Fläche aufgetragen werden können. Es gelingt dieses sehr leicht mit den Tincturen der Anchusenwurzel, des Sandelholzes, Drachenblutes und andern mehr. Schwieriger aber ist es, den Bernstein, da er gar nicht porös ist, so zu färben, daß die Farbe in das Innere eindringt. Dem Verfasser eines Artikels in Prechtl's „Encyklopädie", II, 46, war ein kleiner Löffel aus Bernstein vorgekommen, der im Innern lichtgelb und an der Oberfläche bis zu einer geringen Tiefe dunkelroth gefärbt war. Man würde wahrscheinlich zum Zwecke gelangen, wenn man das fertige Bernsteinstück in siedendem Oele bis zum Erweichen erhitzte und es dann schnell in

Breite und 3 6 Zoll Dicke, es wiegt 13 Pfd. 15¾ Loth und 8 Loth wurden von dem Finder abgeschlagen. Ein Tagelöhner fand es 1803 in einem Wassergraben auf dem Gute Schlappachen zwischen Gumbinnen und Insterburg ungefähr 12 Meilen vom Strande der Ostsee. Ein Bernsteinhändler bot 8000 Thlr. dafür. Da aber damals aller gefundene Bernstein Staatseigenthum war, so nahm der König dieses Stück von dem Förster Eckart, der es dem Finder abgekauft hatte, gegen Ersatz von 1000 Thlr. (der zehnte Theil des Werths als gesetzmäßiger Antheil) zurück und schenkte es dem Mineraliencabinet. Auch Plinius erwähnt eines Stücks von 13 Pfd. (à 24 Lth.): maximum pondus is glebae attulit XIII librarum. Das Museum von Madrid soll eins von 8 Pfd. besitzen. Der Kaiser von Rußland erhielt von den preußischen Königen ein so reiches Geschenk an Bernstein, daß einer der Säle des Palastes Zarskoe-Selo bei Petersburg 30 Fuß ins Geviert vom Boden bis zur Decke ganz mit Bernstein bekleidet wurde. Der Anblick soll jedoch ein düsterer, keineswegs ein prachtvoller sein. Auch auf dem grünen Thor in der Kunstkammer zu Danzig sollen sich außerordentliche Seltenheiten von Bernstein befinden. Die Kolberger sandten 1576 Kaiser Rudolf II. ein Stück Bernstein von 11 Pfd. nach Prag zum Geschenk. Das größte Stück Bernstein, welches aber wol je gefunden wurde, stammt von der Küste der Providenzmiel; ein Matrose fand es im Jahre 1822 und es stieg nach und nach im Handel bis zu dem ungeheuern Preise von 2300 Pf. St.

Der Werth der Bernsteinstücke richtet sich nach Größe, Durchsichtigkeit und Reinheit. Von den durchsichtigen behauptet der ganz helle, ziemlich wasserklare den höchsten Preis, von dem undurchsichtigen aber der sogenannte komisfarbige oder milchweiße (Momst ist ein Provinzialausdruck, welcher eingemachten Weißkohl, oder gelabte dicke Milch bezeichnet). Ein reines Sortimentsstück kostet in Hamburg oder Leipzig immer 48—60 Thlr.; geben 5 Stücke auf das Pfund, so kostet dasselbe nur 22—28 Thlr. Enthält das Pfund 10 Stück, so kostet es 14—18, enthält es gar 50 Stück nur $3^3/_5$ — $4^4/_5$ Thlr. Ein Stück von 1 Loth kostet $1^1/_2$ - $1^7/_8$ Thlr., während 10 Stück, die auf 1 Loth gehen, 12—16 Sgr., 50 Stück gar nur $3^1/_2$ — $4^1/_2$ Sgr. kosten.

Der Handel mit Bernstein ist uralt und der bedeutendste geht noch heute wie vor Jahrtausenden seinen Landweg über Breslau, Odessa und Konstantinopel; zu Stolpe allein sollen jährlich für 50—60000 Thlr. Bernsteinarbeiten gemacht werden. Bernsteinkorallen zu Hals- und Armbändern gehen nach Aegypten und Indien und zu Pfeifenspitzen wandert wol der größte Theil des in neuer Zeit gefundenen Bernsteins nach der Türkei. Auch der geringste Turke sucht ein Stückchen davon für seine Pfeife an sich zu bringen. Denn außer dem angenehmen Gefühl des Bernsteins für die Lippen glauben auch

die Türken, daß er keine ansteckenden Stoffe annimmt, also auch gegen die Pest schützt. Eine große Spitze aus milchweißem Bernstein ohne Flecken und Adern kostet in Konstantinopel oft 40—100 Thlr. Der angenehme Geruch, den der Bernstein beim Brennen entwickelt, gibt ihm seinen großen Werth als Räuchermittel. Der Orient, der so reich an köstlich duftenden Balsamen und Gewürzen ist, gibt sie uns gern hin für den „gelben Amber", der bei Gottesdiensten und Gastmählern in Persien, China und Japan sicher nicht fehlen darf. Je mehr Bernstein verbrannt wird, desto prächtiger ist ja das Mahl.

§. 446. Verfälschungen.

Man hat zwar versucht, künstliche Bernsteine zu machen, jedoch nichts weiter erhalten, als eine Masse, die zwar im Aeußern dem Bernstein ähnlich ist, aber weder die starke Elektricität, noch den Geruch des echten Bernsteins hat und im heißen Wasser sich leicht auflöst. Man vermischt nämlich Judenpech mit Terpentin, und läßt diese Mischung bei einer anfangs mäßigen, nach und nach aber verstärkten Hitze zwei- bis dreimal aufwallen. Aus dieser Masse kann man allerlei Kunstsachen gießen, die das Ansehen des Bernsteins haben.

Da große Stücke des echten Bernsteins selten und kostbar sind, so werden oft mehrere kleine betrüglich zusammengeleimt; diesen Betrug kann man aber leicht dadurch entdecken, daß man ein solches Stück in warmes Wasser legt, wo es dann auseinander fällt. Das Auseinanderkitten zeichnet [illegible]

ſelben ausgegeben. Allein dieſer iſt weit ſchwerer zu bearbeiten, weit weniger feſt und viel ſpröder, und zwar in ſolchem Grade, daß ſich an demſelben des Ausbröckelns wegen keine Schraubengewinde drehen laſſen. Der Kopal läßt ſich ſchon ziemlich leicht mit dem Fingernagel ritzen, was bei Bernſtein, deſſen Härte zwiſchen der des Gipſes und des Kalkſpaths liegt, weniger der Fall iſt, ſchmilzt beim Brennen zu Tropfen zuſammen und zeigt nicht die ſtarke Elektricität beim Reiben als der Bernſtein.

Fünftes Kapitel.

Schmuckſteine fünften Ranges.

Härte und Gewicht ſehr verſchieden; Farben faſt immer trübe; Durchſichtigkeit fehlt ganz; niedere Grade des Glanzes. Werth höchſt unbedeutend oder gar keiner; ſie erlangen meiſt denſelben erſt durch die Bearbeitung. Das Gebiet der Großſteinſchneiderei fällt hier, wie auch bei einigen aus der vorigen Gruppe, ſchon mit dem der eigentlichen Steinarbeiten zuſammen.

31. Gagat. [1])

Pechkohle z. Th.; ſchwarzer Bernſtein. Franz. Jais; Jai; Jayet: engl. Gayet; Jet; Pitch-coal; Cannel-coal; Candle-coal.

§. 447. Unter dem Namen Gagat begreift man gewiſſe mineraliſche Kohlen, die das miteinander gemein haben, daß ſie dicht, von vollkommen muſcheligem Bruche ſind, ſammt- oder pechſchwarz — in Frankreich iſt die Redensart gebräuchlich: „noir comme Jais“ — und ſo feſt und wenig ſpröde, daß ſie ſich ſchneiden, feilen und drechſeln laſſen, ohne zu zerſplittern oder leicht auszuſpringen, und ſodann eine ſchöne Politur von ſtarkem Fettglanze annehmen.

Im engern Sinne verſteht man darunter eine mit Erdharz (Bitumen) ſehr reichlich durchdrungene Braunkohle, die im Innern zuweilen noch Spuren von Holztextur zu erkennen gibt, dieſe im Aeußern aber oft in Geſtalt von

---

1) Der alte Name Gagat iſt von Georg Agricola in ſeinem Werke „De natura fossilium“, deſſen Zueignungsſchrift an den Kurfürſten Moritz von Sachſen vom Jahre 1546 datirt, zuerſt in dem beſtimmten Sinne gebraucht worden, der dieſer Benennung gegenwärtig überall beigelegt wird. Er leitete ihn von dem Fluſſe Gaga in Lycien ab, an deſſen Mündungen er ſich erzeuge, und der ſich wie Dioscorides erzählt, nicht weit von Plagiopolis ins Meer ergießt.

[redacted]

Stamm- oder Aſtſtücken zeigt. In ſolchen Fällen iſt das Entſtehen der Subſtanz aus vorweltlichen Vegetabilien ſelbſt für das bloße Auge außer allem Zweifel. Mancher Gagat zeigt ſich indeſſen, bei einem ſpec. Gewichte von 1,35, ſo homogen, daß von pflanzlicher Textur auch nicht das Mindeſte davon nachzuweiſen iſt. Dies gilt insbeſondere von demjenigen Gagat, der in dünnen Schichten in den Gebirgsbildungen des Lias und des Grünſandes vorkommt, und dieſer iſt es vorzüglich, der verarbeitet wird. Anderer findet ſich häufiger in den Braunkohlengebilden des tertiären Gebirges; in dieſem iſt das Holzgefüge meiſt beſſer erhalten; es dürfte jedoch wenig Anwendung zu Schmuckſachen oder zur Drechslerarbeit von ihm gemacht werden.

In England wird aber auch eine eigentliche Steinkohle (Schwarzkohle), die Kännelkohle (Cannel- oder Caudle-coal), die mit dem Gagat eine große Aehnlichkeit hat und häufig damit verwechſelt wird, nur etwas weniger intenſiv ſchwarz, nicht ſo ſtark glänzend und ſchwerer als dieſer iſt, auch keine ſo vollkommen glänzende Politur annimmt, zu Vaſen, Trinkgefäßen, Tabatièren, Tintenfäſſern, Knöpfen u. ſ. w. gedreht und geſchliffen. Der Chor der Kirche zu Lichtfield in der Grafſchaft Stafford iſt damit decorirt. Viele Theile der Kirche ſind mit Platten von dieſer Kohle bekleidet, die mit Platten von weißem Marmor abwechſeln.

In früherer Zeit und noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts blühte die Verarbeitung des Gagats in Languedoc, im Département de l'Aude, zu einem bedeutendes Gewerbe. Der Gagat, der hier im Grünſandgebirge vorkommt, wird zu Halsſchmuck, Ohrgehängen, Armbändern, Roſenkränzen, Dosen, [redacted]

manchen Orten gefunden [1]), schon in dieser Gegend gefertigt sein könnten. Wenigstens deutet das Aussehen des Materials derselben nicht auf Gagat hin, der aus der tertiären Braunkohlenformation gewonnen ist. Es wird aber auch Gagat in Galizien, in Asturien, im Kloster Gölette in Georgien, zu Nürtingen in Schwaben und an einigen andern Orten noch jetzt verarbeitet. Die größte Meisterschaft darin besteht aber gewiß in jener Gegend in Frankreich, besonders im Poliren.

In dem Département de l'Aude findet sich der Gagat zu Montjardin bei Chalabre an dem Berge Commo-Escuro, dann in der Gemeinde Bugarach am Berge Cerbeiron. Ganze Stücke davon von 15 Pfd. Gewicht sind Seltenheiten; meist erhält man ihn nur in kleinen körnigen Stückchen. Der Bergbau wird sehr unregelmäßig betrieben, die sehr alten Gruben sollen fast erschöpft sein; daher bezogen die Fabriken in Languedoc schon früher sehr bedeutende Quantitäten unverarbeiteten Gagats aus Aragonien in Spanien. Dies Material soll besser sein als das, was sich noch in Languedoc findet. In Spanien heißt der Gagat Azabache.

Zur Verarbeitung können nur Stücke gewählt werden, die frei von Eisenkies sind, der nicht selten im Gagat vorkommt. Nachdem die Stücke im Groben in die erforderliche Form mit dem Messer und der Feile bearbeitet sind, werden sie gedrechselt und geschliffen. Im Département de l'Aude verrichtet man diese Arbeit auf horizontal umlaufenden, vom Wasser getriebenen Schleifsteinen von Sandstein, die nach ihrer Peripherie hin rauh behauen, in der Mitte aber eben sind, sodaß man die Stücke auf demselben Steine schleifen und poliren kann. Bei dem Schleifen muß der Gagat häufig in Wasser getaucht werden, damit er sich nicht zu stark erhitze und springe. Auch Tafeln und dünne Streifen zum Fourniren für die Tischler werden daraus gesägt. Die Politur gibt man nach Blum mit Tripel oder Eisensafran und Oel auf Leinwand oder Büffelleder und dann mit Steinmehl. Den letzten Glanz bekommen die Gegenstände mit demselben Pulver, aber trocken und mit dem Ballen der Hand.

---

1) In den vierziger Jahren fand man zu Köln in zwei römischen Todtenkisten von gewöhnlichem Sandstein mehrere Schmucksachen in Gagat geschnitten. Sie bildeten einen Trauerschmuck, der, nach den daran dargestellten Gegenständen, wahrscheinlich Personen ins Grab gelegt worden, die entweder Priester der Cybele oder in ihre Mysterien Eingeweihte waren. Stil und Ausführung deuten auf das 4. Jahrhundert n. Chr.

32. Nephrit. [1])

Syn. Nierenstein [1]), Beilstein; Amazonenstein z. Th. Punamu. [2]) Franz. Jade [1]) Jade néphritique; Ceraunite; Feldspath compacte jadien; engl. Common nephrite. Ju der Chinesen.

§. 448. Der Nephrit ist bisjetzt nur derb, in dichten Massen von ausgezeichnet grobsplitterigem Bruche vorgekommen. Er ist sehr schwer zersprengbar, hat eine Härte = 6 — 6,5 und ein spec. Gewicht = 2,9 — 3. Die Farbe ist lauchgrün bis grünlichweiß und grünlichgrau; er ist wenig glänzend bis matt, durchscheinend und fühlt sich etwas fettig an. Seiner chemischen Zusammensetzung nach besteht er aus 54,7 Kieselerde, 26,0 Talkerde, 16 Kalkerde, 2,1 Eisenoxydul und 1,4 Manganoxydul. Vor dem Löthrohre brennt er sich weiß und schmilzt schwer zu einer grauen Masse. Gepulvert löst er sich in Phosphorsalz zu grünlichgelbem Glase unter Hinterlassung eines Kieselskelets. Man findet ihn in China, Persien, Neuseeland, in der Türkei, am Ochsenkopf bei Schwarzenberg u. s. w.

Im Alterthum trug man den Nephrit als Amulet gegen verschiedene Krankheiten, namentlich gegen das Hüftweh; auch gravirte man in ihn, obwol dies wegen seiner geringen Schönheit und großen Widerstandsfähigkeit nicht häufig geschah. Maffei citirt in seinem „Traité sur les pierres antiques" mehrere Intaglien von Nephrit, von denen eine einen Soldaten mit feindlicher Beute beladen darstellte, eine andere auf beiden Seiten die Darstellung einer Legende trug u. s. w. Im Orient verfertigt man noch heute

aufgeführt, z. B. eine große ovale Trinkschale von grünlichem Nephrit zu 72000 Fr., zwei andere rein grüne, jede zu 50000 Fr., eine Schale von weißlichem Nephrit zu 12000 Fr., mehrere Dolch- und Messerhefte, Geschenke von Tippo-Saib an Ludwig XVI., im Werthe von 1 — 3000 Fr. u. s. w.

33. Serpentin.

§. 449. Der Serpentin findet sich meist derb, eingesprengt und in Trümern, in Platten und Adern, zuweilen in körnigen und undeutlich faserig zusammengesetzten Varietäten. Der Bruch ist muschelig und glatt, oder uneben bis eben und splitterig, bisweilen feinkörnig oder verworren faserig. Er ist mild oder wenig spröd. Härte = 3 — 4. Spec. Gewicht = 2,5 — 2,7. Die Farben sind meist düster. Die meisten der jetzt auf dem Markte verbreiteten Serpentinwaaren sind dunkelgrün mit schwarzen Adern durchzogen. Man findet ihn aber auch hellgrün, gelb, roth, blau, schwarz und weiß und zwar dergestalt, daß er streifig, geadert, wolkig, moosartig, mit baumartigen Zeichnungen, fleckig u. s. w. sich darstellt, sodaß er in der That eine unendliche Mannichfaltigkeit in der Färbung und Zeichnung darbietet; daher auch schon der alte Vergleich mit einer Schlangenhaut (in dem königlichen mineralogischen Museum zu Dresden befinden sich über 60 Sorten Serpentinstein verschiedener Farben und Muster). Der Serpentin ist wenigglänzend bis matt und durchscheinend bis undurchsichtig. Seine chemischen Bestandtheile sind 42,86 Magnesia, 44,28 Kieselerde und 12,86 Wasser. Ein Theil der Magnesia wird jedoch immer durch etwas Eisenoxydul vertreten, dessen Menge bis zu 8 und 10 Proc. steigen kann und das Verhältniß der übrigen Bestandtheile etwas verändert, auch ist in sehr vielen Varietäten etwas Chrom, Kohlensäure und Bitumen nachgewiesen worden. Im Kolben gibt er Wasser und schwärzt sich. Vor dem Löthrohre brennt er sich weiß und schmilzt nur schwer an den schärfsten Kanten. Mit Phosphorsalz gibt er die Eisenfarbe und ein Kieselskelet, mit Kobaltsolution wird er blaßroth. Von Salzsäure, noch leichter von Schwefelsäure wird das Pulver vollkommen zersetzt.

Man unterscheidet besonders:

a. Edeln Serpentin; schwefelgelb, zeisig-, ol-, spargel- bis lauchgrün, auch grünlich- und gelblichweiß, durchscheinend, meist mit muscheligem glatten, etwas glänzenden Bruche; gewöhnlich mit Kalkstein verwachsen; auch gehören hierher die in Krystallformen des Chrysoliths ausgebildeten Varietäten, welche von Snarum in Norwegen, von Miask, Katharinenburg und andern Punkten des Ural, sowie von mehreren Orten im Staate Neuyork bekannt sind.

b. Gemeinen Serpentin; dunkelfarbige, undurchsichtige, durch allerlei

Beimengungen mehr oder weniger verunreinigte Varietäten mit splittrigem, glanzlosen Bruche. Er bildet sehr eigenthümliche isolirte Bergkuppen, die auf der ganzen Erde im krystallinischen Gebirge zerstreut liegen und namentlich in Begleitung von Talk- und Chloritgesteinen vorkommen.

c. Pikrolith; hat Bruch und Farbe des edeln Serpentins, ist aber nur kantendurchscheinend, härter als gewöhnlicher Serpentin (Härte = 3,5—4,5, und kommt in Platten und als Ueberzug vor, oft mit glänzender, striemiger oder gestreifter Oberfläche.

Die Serpentinsteinindustrie ist fast lediglich auf das Städtchen Zöblitz in Sachsen beschränkt, das fast ganz auf einem sich ungefähr $^3/_4$ Stunde in der Länge nach Osten und zwischen 170—400 Schritt in die Breite von Süd nach Nord erstreckenden Serpentinsteinlager erbaut ist. Vom westlichen Ausgange der Stadt, vom Wege nach Lauterstein und dem alten Bruch, die Münzgrube genannt, zieht sich dieses Lager etwa 200 Schritte gegen Norden, dann gegen Osten, indem es das nördliche Gehänge des Stadtberges bildet, macht einen kleinen Bogen über das Kneisenthal hinüber an das gegenüberliegende Gebirge und zieht sich dann südlich von dem nahe gelegenen Holze, die Hanke genannt, bis über den untern Theil des Dorfes Ansprung hinaus in ein kleines Wäldchen, ungefähr 200 Schritte links vom alten Weg nach Olbernhau. Auf der andern Seite kommt es wieder in der gedachten Breite am Mühlweg von Ansprung bis zur Stadt zurück, wo es sich im südwestlichen Theile derselben bis an den Anfangspunkt der alten Münzgrube herunterzieht.

stücke, namentlich der herrliche rothe an das königliche Serpentinhaus durch Vermittelung des königlichen Serpentininspectors nach Dresden abgeliefert werden mußten.

Der zöblitzer Serpentin nimmt eine sehr schöne Politur an. Die meisten jetzt im Handel vorkommenden Serpentinsteingegenstände haben nur eine leichte Wachspolitur, die als eine Art ziemlich glänzenden Firnisses wirkt, aber durch Wärme und Staub bald unscheinbar wird. Er läßt sich aber mit Wasser und mit den gewöhnlichen Schleif- und Polirmitteln (als Schleifmittel feiner Sandstein, als Polirmittel Tripel, zum Feinschleifen kleinerer Gegenstände auch Glaspapier und Schmirgelpapier) sehr wohl behandeln und gewinnt dabei einen überaus schönen Glanz und ein viel lebhafteres Ansehen, als die Wachspolitur zu geben vermag. Die große Mannichfaltigkeit der Zeichnung und Färbung empfiehlt ihn vorzüglich zu den schönsten Mosaikarbeiten. Zum Theil ist er außerordentlich reich an eingewachsenen Pyropen. Man hat derartige Massen bisjetzt ganz verworfen, weil man sie nicht zu bearbeiten verstand. Es liegt aber der Beweis vor, daß sich aus denselben überaus schöne halbdurchsichtige Schmuck- und Luxuswaaren herstellen lassen. Wenn er frisch aus der Erde kommt, ist er so weich, daß er sich mit der Holzsäge schneiden, mit dem Messer schaben und auf der Drehbank mit Leichtigkeit bearbeiten läßt, während er später durch das Austrocknen an der Luft eine beträchtliche Härte annimmt.

Diese vorzüglichen Eigenschaften des zöblitzer Serpentins, im Verein mit seiner Ausdauer im Freien, wofür die erhaltene Schönheit alter Grabdenkmäler auf dem zöblitzer Kirchhofe spricht, und der Eigenschaft einen hohen Grad von Hitze auszuhalten, ohne zu springen, sind die Veranlassung gewesen, daß sich bereits am Schlusse des 16. Jahrhunderts eine „Serpentinsteindrechsler-Innung" in Zöblitz bildete, die unter dem 30. Sept. 1613 bestätigt wurde, am 19. Juli 1665 confirmirte Artikel erhielt und im Laufe der Jahre bisjetzt abwechselnd 30 — 40 Meister, in der blühendsten Zeit des 18. Jahrhunderts aber über 70 Meister nebst vielen Gesellen und Lehrlingen zählte. Dieselbe bestand im Jahre

1826	aus	39	Meistern,	8	Gesellen	und	6	Lehrjungen,
1827	»	40	»	7	»	»	6	»
1828	»	41	»	6	»	»	10	»
1829	»	37	»	13	»	»	10	»
1830	»	41	»	9	»	»	4	»
1831	»	44	»	6	»	»	3	»
1832	»	45	»	4	»	»	3	»
1833	»	44	»	4	»	»	4	»
1834	»	43	»	5	»	»	6	»

1835 aus 43 Meistern, 6 Gesellen und 5 Lehrjungen,
1836 » 41 » 8 » » 2 » .

Diese arbeiten aber noch heutigen Tages mit den ungeschicktesten urvä-
ti n Werkzeugen, mit der gemeinen Holzsäge und einem unförmlichen,
l en Drehstuhle mit Wippe und Keilstellung. Die Erzeugnisse dieser in
der elt einzigen Innung sind unter andern gangbare Gebrauchsartikel, als
n mit Pistillen, Mörser, Wärmsteine, Wärmteller, Farbensteine mit
backsdosen, Kaffee- und Tafelgeschirre, Schreibzeuge, Briefbe-
[illegible] e, Dosen und Vasen, Domino-,
[illegible] dieser Waaren in das In- und
nach [illegible] srechnungen im Jahre

274 Ctr.
312 »
293½ »
590 »
379½ »
370½ »
[illegible] 319¼ »
1833 . . . . . 245 »

Seit dem Jahre 1833 kann der Vertrieb nach dem Gewichte genau nicht mehr angegeben werden. Derselbe geschieht durch Aufkäufer, welche die Waaren von den Drechslern nehmen und die deutschen Messen und größern Jahrmärkte mit ihren Artikeln beziehen. Viel wird auch durch den sonnenberger und nürnberger Handel ins Ausland versendet.

In frühern Zeiten, als man noch in die tiefern Baue zu dem edlern Serpentin und zu dem in mächtigern Stücken brechenden gelangen konnte, drehte man Säulenschafte, Capitäle und Monumente, wovon unter anderm die sehr schönen Verzierungen in der katholischen Kirche in Dresden, die 6 Ellen hohen und ¾ Elle starken Säulen, der Taufstein, die Leuchter und Pulte am Altar der Kirche in Zöblitz u. s. w. Zeugniß geben. Auch in neuerer Zeit seit 1852 hat man in Zöblitz wieder angefangen den Serpentinstein, doch den weniger schönen obern Stein, in großen Stücken zu Monumenten zu benutzen und zwar bis zu 5 Ellen Höhe und 2½ Ellen Breite. Man hat auch Prunkgeräthe daraus gefertigt und solche mit Gemälden und Vergoldung verziert. Der schöne Stein in der Tiefe der Brüche kann aber des Wassers wegen nicht gebrochen werden, man muß sich mit den schlechtern obern Lagen begnügen und klaubt nur zuweilen Stücke besserer Art am Rande der Tiefe ab. Große Bestellungen aus entfernten Gegenden — Rußland, England — auf schöne Platten, Bauglieder verschiedener Art, Mosaike, Fournuere von bunten Farben und reicher Zeichnung im Stein sind schlechterdings nicht auszuführen, und

die Meister mit ihren Leuten wider ihren Wunsch und Willen genöthigt, sich auf die Drechslei jener oben angeführten Gegenstände des größern Verbrauchs zu beschränken. In der neuesten Zeit (1859) hat sich daher eine Actiengesellschaft gebildet, welche die Brüche entwässern und überhaupt einen rationellern Betrieb derselben durchführen will, und von welcher das Wiederemporblühen jener merkwürdigen Industrie zu erwarten ist.

Die Preise, welche für die zöblitzer Serpentinsteinwaaren gezahlt werden, sind folgende:

	pr. Stück:					
	Thlr.	Gr.	Pfg.	Thlr.	Gr.	Pfg.
Reibeschalen ohne Ausguß mit Pistillen . .	—	—	7 bis	4	—	—
» mit » und » . . .	—	1	1 »	4	21	—
» gebäuchte mit Pistillen	—	1	1 »	3	—	—
Mörser ohne Ausguß mit Pistillen	—	1	— »	—	11	—
» mit » und »	—	1	6 »	—	12	—
Wärmsteine mit messingenem Riegel	—	4	— »	—	15	—
Wärmteller	—	9	— »	—	13	—
Farbensteine mit Reiber	—	1	— »	1	5	—
Rauchtabacksdosen	—	6	— »	1	—	—
Kaffee- und Tafelgeschirre	—	3	3 »	6	16	—
Schreibzeuge	—	1	9 »	2	16	—
Wein- und Biergeschirre	—	4	— »	2	12	—
Tafel- und Handleuchter	—	4	— »	2	12	—
Kronleuchter	6	—	— »	50	—	—
Butter- und Salzgeschirre	—	1	6 »	1	6	—
Dosen und Vasen	—	2	9 »	4	12	—
Domino-, Würfel- und Schachspiele	—	1	2 »	5	—	—
Figuren und Uhrgehäuse	—	18	— »	4	9	—
Säulen, nach jeder beliebigen Ordnung . .	1	—	— »	50	—	—

34. Bildstein.

Syn. Agalmatolith [1]); Pagodit; chinesischer Speckstein. Franz. Korelle, Lardite, engl. Figure-stone.

§. 450. Der Bildstein findet sich derb in undeutlich schieferigen Massen von ausgezeichnet splitterigem Bruche. Er ist fast mild, laßt sich daher leicht schnitzen und bearbeiten, hat die Härte = 2 — 3 und das Gewicht = 2,8 — 2,9. Er ist gelblichgrau bis perlgrau, isabellgelb bis fleischroth, grunlichgrau bis

1) Von ἄγαλμα, Schmuck, auch Bildsäule, weil er aus China zu Figuren u. s. w. verarbeitet zu uns kommt.

berg- und ölgrün, matt oder schimmernd, durchscheinend bis kantendurchscheinend, fühlt sich etwas fettig an und klebt nicht an der Zunge.

Hinsichtlich seiner chemischen Zusammensetzung ist er eine wasserhaltige Verbindung der Kieselsäure mit Thonerde und Kali, für welches auch etwas Kalkerde eintritt, in nicht genau bestimmtem Verhältnisse, was, wie es scheint, von unwesentlichen Beimengungen herrührt. Die Analysen ergeben 49—56 Proc. Kieselsäure, 29—24 Thonerde, bis 2 Proc. Eisenoxyd, 5—7 Kali, 2—6 Kalkerde, 3—6 Wasser. Von Salzsäure wird er wenig angegriffen, dagegen in heißer Schwefelsäure zersetzt, die Kieselsäure ausscheidend. Vor dem Löthrohre brennt er sich weiß und schmilzt schwierig an den dünnsten Kanten. Mit Borax, aber nicht mit Phosphorsalz ist er zu einem klaren Glase schmelzbar; mit Kobaltsolution befeuchtet und geglüht wird er blau. Dieses eigenthümliche Mineral findet sich in China, woher er verarbeitet zu uns kommt, auch am Ochsenkopf bei Schwarzenberg in Sachsen (auf Lagern im Glimmerschiefer), bei Nagyag in Siebenbürgen und in Wales in England.

Die Chinesen fertigen seit uralter Zeit daraus kleine Götzenbilder (Pagoden, daher der Name Pagodit), sowie mancherlei andere Kunstsachen, die namentlich früher massenhaft nach Europa gebracht und hier als Repräsentanten des bizarren chinesischen Geschmacks begierig gekauft wurden. Aber auch in Europa wurden aus Steinarten, die dem chinesischen Bildsteine glichen, jene Bildwerke nachgeahmt und diese Nachahmungen als chinesische Originale verkauft.

oder unmittelbar eingewachsen in Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Basalt und andern Gebirgsarten vor, z. B. bei Wunsiedel und Göpfersgrün in Baiern, in Sachsen, Böhmen, Schlesien, Ungarn, Tirol, Salzburg u. s. w.

Man fertigt daraus auf der Drehbank allerlei Spielzeuge, Schreibzeuge, Vasen, Dosen u. s. w. Diese Sachen werden meist nachher im Feuer gehärtet. Auch Cameen hat man aus Speckstein gefertigt.

36. Topfstein.

Syn. Giltstein; Schneidestein; Lavezstein. Pierre à pot; Pierre ollaire z. Th.

§. 452. Der Topfstein ist theils eine bloße Abänderung des gewöhnlichen Talkes, theils ein inniges Gemenge von Talk, Chlorit und andern Mineralien. Er erscheint in derben, feinschuppigen oder dichten Aggregaten von grunlicher Farbe mit grauem Striche und läßt sich wegen seiner Weichheit und Mildigkeit außerordentlich leicht verarbeiten, ist deswegen aber auch nicht polirfähig. Er bildet Lager im Thonschiefer in Graubündten, Wallis, wo er den Namen Giltstein fährt, am Montblanc, in der Nähe von Como, in Schweden, Grönland u. s. w. Der Topfstein ist schon von alters her gekannt: lapis Comensis Plinius 44 cavatur tornaturique in vasa coquendis cibis utilia, quod et in Comensi Italiae lapide viridi accidere scimus. Plinius spielt hier vielleicht auf die Stadt Plurs nördlich vom Comersee an, die aus den Erträgen ihrer Topfsteinbrüche alljährlich 60000 Dukaten einnahm. Im Jahre 1618 stürzte der unterwühlte Berg ein und begrub die Stadt mit Mann und Maus. Heutzutage verarbeitet man den Topfstein ziemlich selten zu Vasen, Tassen, Schalen, Tellern u. s. w. Die größte Anwendung findet er, da er dem Feuer sehr gut widersteht, zu feuerfesten Töpfen und Ofenplatten.

37. Diallag.[1])

§. 453. Der Diallag findet sich derb, in bisweilen mehrere Zoll großen Individuen und eingesprengt und in körnig blätterigen Aggregaten. Er hat die Härte = 4, das specifische Gewicht = 3,2 — 3,3, ist grau, bräunlichgrun bis tombackbraun, durchscheinend bis kantendurchscheinend und zeigt einen metallartigen oft schimmernden Perlmutterglanz. Seiner chemischen Zusammensetzung nach besteht er aus Kieselerde, Kalkerde und Talkerde, nebst Eisenoxydul, Manganoxydul und etwas Thonerde. Vor dem Löthrohre schmilzt er mehr oder weniger leicht zu einem graulichen oder grünlichen Email. Von

1) Von διαλλαγή, Veränderung, eine gesuchte Benennung, die auf die Ungleichheit der Blätterbrüche anspielen soll.

findet ihn als wesentlichen Gemengtheil des Gabbro faſt überall in dieſem Geſteine.

Verarbeitet und angewendet wird er wie der Hyperſthen, kommt denſelben aber im Werthe bei weitem nicht gleich.

38. Bronzit. [1])

§. 454. Der Bronzit findet ſich in Kryſtallen, die dem monokliniſchen Syſteme angehören, und derb in körnigen Aggregaten. Härte = 4—5. Specifiſches Gewicht = 3—3,5. Er iſt nelkenbraun bis tombackbraun, zuweilen grünlich und gelblich, zeigt auf den metallenen Spaltungsflächen metallartigen, etwas ſchimmernden Perlmutterglanz bis Seidenglanz, übrigens Fett- oder Glasglanz und iſt durchſcheinend bis kantendurchſcheinend. Er beſteht aus Kieſelerde, Talkerde und Eiſenoxydul, zuweilen mit kleinen Mengen von Kalk und Manganoxydul. Vor dem Löthrohre ſchmilzt er ſehr ſchwer; von Säuren wird er nicht angegriffen. Man findet ihn zu Kupferberg bei Bairenth, Ultenthal in Tirol, Kraubat in Steiermark u. ſ. w. Die ſchön ſchillernden Varietäten werden zu Vaſen, Doſen, Stockknöpfen u. ſ. w. verarbeitet.

39. Schillerſpath.

§. 455. Derſelbe iſt in Kryſtallen noch nicht bekannt, ſondern bisjetzt nur derb und eingeſprengt, in breiten lamellaren Individuen und in körni-

40. Faserkalk.

Syn. Atlasspath; Atlasstein. Franz. Chaux carbonatée fibreuse; Spathe calcaire soyeux; engl. Satin-spar.

§. 456. Der Faserkalk ist eine Zusammenhäufung von dickern oder dünnern, längern oder kürzern, nadelförmigen Krystallen von kohlensaurem Kalk, welche bald parallel, bald stern- oder büschelförmig auseinander laufen. Der Bruch ist muschelig, aber selten wahrnehmbar, ins Splitterige und Unebene übergehend. Härte = 3. Specifisches Gewicht = 2,6 — 2,7. Der Glanz ist ein perlmutterartiger Seidenglanz und gleichsam wie übersäet mit schimmernden Pünktchen, oft auch bei etwas Abnutzung wie überstreut mit feinem weißen Blütenstaube. Er ist meist nur an den Kanten durchscheinend, schnee- und röthlichweiß, oder durch verschiedene Metalloxyde blau oder grün gefärbt. Vor dem Löthrohre ist er unschmelzbar, verwandelt sich aber unter Verlust von Kohlensäure in Aetzkalk; mit Säuren betröpfelt braust er auf. Man findet den Faserkalk auf Adern und schmalen Gängen, besonders im Steinkohlengebirge, in Höhlen mancher Kalksteine u. s. w., Derbyshire, Northumberland, Alston-Moor in Cumberland, Herrngrund in Ungarn u. s. w.

Im Handel führt der Faserkalk wegen seines seidenschimmernden Glanzes den Namen Atlasspath oder Atlasstein. Er nimmt trotz seiner geringen Härte eine schöne Politur an und wird daher, namentlich in England, zu verschiedenen Gegenständen des Luxus verarbeitet, wie z. B. zu Ohrgehängen, Perlen- und Halsbänder daraus zusammenzusetzen, zu Tabatièren u. s. w. Man schneidet ihn oval, in Birnform oder zu einfachen Korallen. Da er sich wegen seiner geringen Härte sehr leicht abnutzt, so steht der Atlasspath in keinem hohen Werthe, ist aber trotzdem sehr beliebt; eine schöne Halskette wird, je nachdem sie groß ist und die Perlen dick sind, mit 5 — 8 und mehr Fl. bezahlt.

Man sucht den Faserkalk, besonders als Perle, nachzuahmen, indem man eine eigenthümliche Art mattgeschliffenen Glases zu ähnlichem Schmuck verwendet. Letzteres ist jedoch viel härter als der echte Faserkalk, erreicht diesen aber in Hinsicht seines schönen Glanzes nicht.

41. Marmor. [1])

§. 457. Unter dem Namen Marmor begreift man alle körnigen und dichten Kalksteine, welche in größern Massen vorkommen, eine schöne Politur annehmen und sich durch schöne Farben oder einen höhern Grad der Reinheit auszeichnen. Da der Marmor eigentlich in das Gebiet der gröbern Stein-

1) Von μαρμάιρω, schimmern.

arbeiten und der Bildhauerkunst gehört, seine Verwendung in der Bijouterie dagegen verhältnißmäßig eine sehr geringe ist, so können wir ihm auch hier nur eine untergeordnete Stelle anweisen. Mineralogisch kann man sämmtliche Marmorarten in zwei große Abtheilungen bringen:

a. Körniger Kalk (Urkalk, salinischer Marmor — Calcaire primitif — primitive Limestone). Derselbe ist derb, von körnig blätterigem Gefüge, unebenem Bruche, durchscheinend und perlmutter- bis glasglänzend. Er unterscheidet sich von dem ihm ähnlichen körnigen Gips durch größere Härte und durch die Eigenschaft sich in Säuren unter Aufbrausen zu lösen. Man findet ihn lagerartig unter Gneis und Glimmerschiefer in Tirol und der Schweiz, in den Apenninen bei Carrara, auf Paros im griechischen Archipel, bei Auerbach an der Bergstraße, im Badloch am Kaiserstuhl, an mehreren Stellen in Sachsen und an vielen andern Orten.

b. Dichter Kalkstein (dichter Kalk — Chaux carbonatée compacte — common Limestone). Derselbe ist dicht, von splitterigem flachmuschligem Bruche und ein- oder vielfarbig, häufig mit flammig zertheilten Farbenzeichnungen. Er findet sich als integrirendes Glied in allen Flötzformationen.

Beudant theilt die sämmtlichen Varietäten in vier große Abtheilungen

1. Einfacher Marmor: homogene kohlensaure Kalkmasse mit gleichen Texturverhältnissen.
2. Breccienmarmor: ein Kalkstein, der wirklich oder nur scheinbar aus Fragmenten gebildet sich zeigt.

diesem schönen Gesteine findet. Die Waterloo-Vase auf dem Trafalgarplatz, ist 16 Fuß hoch und 10 Fuß breit, Napoleon sah die riesigen Blöcke vor dem russischen Feldzuge und bestimmte sie zu einem Siegesdenkmale! Der Preis dieses Marmors variirt je nach der Größe der Blöcke zwischen 1800 und 3000 Fr. für den Kubikmeter; ist er jedoch fehlerhaft, geadert, gefleckt u. s. w. so kostet derselbe höchstens 1000—1200 Fr. Etwas grobkörniger als der carrarische, jedoch nicht so blendend weiß, sondern mehr ins Gelbliche spielend, ist der parische Marmor. Er bricht auf der Insel Paros, die außer Gneis und Glimmerschiefer wol zu drei Viertheilen aus diesem kostbaren Material besteht. Die Brüche waren meist unterirdisch und sind jetzt durch König Otto wieder eröffnet. Hohen Ruf genossen auch die Brüche vom Pentelikon oder der attische Marmor nordlich Athen, deren Gestein feiner und gleichmäßiger im Korn ist als das vorige, aber Adern von grünem, glimmerigen Talke durchziehen dasselbe häufig und es bildet dann den Cipolino unserer Künstler, dessen Streifen mit den Häuten einer Zwiebel verglichen werden.

§. 458. Die gefärbten Marmorarten bezeichnen die Künstler gern nach der Farbe. Marmo nero (schwarz), rosso (roth), verdello (grün), giallo (isabellgelb); setzen auch wol den Fundort hinzu, z. B. Marmo gialla de Siena. Wenn dieser aber nicht bekannt ist, wie das bei den Alterthümern Griechenlands und Italiens häufig der Fall ist, so setzt man noch antico hinzu, was in Italien freilich häufig betrügerisch geschieht, um den Werth der Sache zu erhöhen. Der schwarze Marmor (Lucullan, nero antico) ist ein dichter Kalkstein, der durch kohlige Substanz gefärbt ist; er findet sich besonders in der Uebergangs- und Liasformation. Die Alten nannten ihn thebeischen oder ägyptischen Marmor. Heutigen Tages wird er besonders in Frankreich, Belgien, im Fichtelgebirge, in Schweden, Rußland u. s. w. gefunden. Der rothe Marmor (rosso antico) ist dunkelroth; die Brüche, wo derselbe gewonnen wurde, lagen zwischen dem Nil und dem Rothen Meere. Eine Figur daraus gefertigt sieht man in dem Museum des Capitols zu Rom, eine Säule von rothem Marmor aus Campan befindet sich im kaiserlichen Museum zu Paris. Man findet noch rothen Marmor bei Narbonne und Verona und den rosenrothen bei Tarn. Gelber Marmor (giallo antico) aus Numidien und Macedonien. Er ist und war sehr selten und wurde nur zum Einlegen verwendet.

Der einfache Marmor ist jedoch häufiger vielfarbig als einfarbig, und man findet ihn dann geadert, gefleckt, geflammt, gestreift, überhaupt sehr verschiedenfarbig gezeichnet, sodaß seine Arten ins Unendliche variiren und eine Eintheilung bei diesen kaum durchzuführen wäre. Einige haben einen weißen oder grauen Grund mit bläulichen, röthlichen, gelblichen oder schwarzen Flecken, Streifen oder Adern, andere einen rothen Grund, der

theils gelb, weiß oder schwarz gefleckt, theils mit bandartigen Streifen od schwarzen und grauen Adern versehen ist. **Rosato antico** wird ein rothe Marmor mit gelben Flecken genannt. Man findet **Marmor** mit gelbem Grund und lichtgelben oder schwarzen Flecken oder Ringeln, auch mit rothen un schwarzen Adern und Streifen; ferner mit blauem Grunde und dunkelblauen grauen oder weißen Adern u. s. w. Der **Bardiglio** der Italiener, der b Saravezza und Carrara gebrochen wird, ist schön dunkelblau mit weißen Ade durchzogen. Die geringern Sorten desselben fallen ins Graue und habe häufig schwarze Adern. Man bezahlt den letztern mit 900 Fr. den Kub meter, während schöne Stücke des erstern für 1000—1200 Fr. verkauft werde Ferner der grüne Marmor von Genua, der von außerordentlicher Härte und mit weißen, röthlichen oder seltener düstergrünen Adern durchzogen i (15 — 1800 Fr. der Kubikmeter). Sehr bekannt und viel verwendet ist de Portor aus den Apenninen, der auf tiefschwarzem Grunde goldgelbe Ade trägt. Er übertrifft im Preise die beiden vorigen. Zwei Säulen von diese Gestein befanden sich im Mausoleum Karl's von Valois in der Kirche Ne men auf dem Königsplatze in Paris; zwei andere waren im Badezimmer d Schlosses zu Versailles, ihre Höhe betrug 11 Fuß. Noch mehr geschätzt wird der gelbe Marmor von Siena, der auf seinem schönen Grunde mehr oder weniger dunkle violette Adern trägt. Da er selten in großen Blöcken gefunde wird, so kommt sein Preis dem des carrarischen gleich (2400—3000 Fr. de Kubikmeter). In Deutschland ist der rothe Marmor von Rübeland bei Elbi

hört auch der sogenannte St.-Annenmarmor von Hainaut in Belgien, dessen Verbrauch ungeheuer ist. Er ist dunkelgrau mit Weiß untermischt und enthält viel Madreporen und Entrinten. Man bezahlt ihn mit 6—700 Fr. den Kubikmeter; ferner der schwarze Marmor aus den Umgebungen von Lüttich (800 Fr. per Kubikmeter), der viel zu Trauermonumenten verwendet wird, der rothe von Malplaquet (6—700 Fr. per Kubikmeter), der von Bagnères (3—400 Fr. per Kubikmeter die geringste Sorte) u. s. w. Der schönste aber unter allen ist der Muschelmarmor von Bleiberg in Kärnten (Marbre lumachelle de Carinthie, lumachelle opaline, lumachelle chatoyante). Zwischen zahllosen Muscheln liegen Schalentrümmer von Ammoniten, die in den prachtvollsten Regenbogenfarben strahlen, besonders nach gewissen Richtungen wie die Perlmutterschale oder der Labrador. In der Gegend von Ischl werden Ammoniten polirt, woran die Loben auf das zierlichste hervortreten. Der alttorfer Muschelmarmor ist ein bituminöser Kiaskalk mit Ammonites communis, dessen Kammern sich mit Kalkspath erfüllt haben.

§. 460. Unter zusammengesetzten Marmorarten versteht man Kalksteine, welche Talk, Chlorit, Serpentin oder Glimmer eingeschlossen enthalten, entweder in mehr oder minder gebogenen Blättchen und Lagen oder in größern und kleinern Nestern, wodurch die Masse ein breccienartiges Aussehen erhält. Zuweilen herrscht der Kalk gegen die fremdartige Einmengung vor, manchmal findet aber auch ein umgekehrtes Verhältniß statt, oder beide sind in ziemlich gleicher Quantität vorhanden. Hierher gehören besonders der antike grüne Marmor, verde antico zum Theil, Verdello der Italiener, aus dunkelgrünem Serpentin und körnigem weißen Kalkstein zusammengesetzt. Der schon oben erwähnte Cipolinmarmor, Cipolino antico. Lapis phrygicus der Römer, ein weißer körniger Kalkstein, der durch Chlorit oder Talk grün gestreift, geflammt oder geadert erscheint. Die zehn Säulen, welche vom Tempel des Antoninus und der Faustina übrig geblieben sind, bestehen aus solchem Marmor; ihre Höhe beträgt 36 Fuß, ihr Durchmesser $4\frac{1}{2}$ Fuß. Der Verde d'Egitto oder Cipolin von Polcevera, der grüne florentinische Marmor und der von Susa sind Gemenge von Serpentin und weißem Kalk, in welchen jedoch ersterer vorherrscht. Die Breccie von Saravezza besteht aus feinkörnigem, röthlichen, weißen oder gelblichen Kalk mit größern Blättern von grünlichem und bräunlichem Talk. Ganz eigenthümlicher Art ist der florentiner Ruinenmarmor (Marbre ruiniforme, pierre de Florence), der Nieren im tertiären Mergel des Arnothals bildet und dessen Zeichnungen bisweilen, namentlich aus der Ferne gesehen, täuschend den Trümmern alter Bauwerke gleichen.

Der Breccienmarmor besteht entweder aus verschieden gefärbten Kalksteinbruchstücken, die durch Kalkmasse miteinander verbunden sind, und in

dann eine wahre Breccie, oder aus dichtem, nicht wirklich unterbrochenem Kalkſtein, der aber durch anders gefärbte Adern ſcheinbar in lauter Fragmente ſich abgetheilt zeigt und dadurch ein breccienartiges Ausſehen erlangt (Pſeudo-Breccie). Man unterſcheidet Breccie und Brocatello; erſtere beſteht aus größern, letzterer aus kleinern Stücken. Die Zahl der Varietäten iſt ſehr groß; man theilt ſie ſowol nach der Farbe der Bruchſtücke, als nach der des Bindemittels oder Grundes ein. Es gehören z. B. hierher die Breccie von Aleppo, violetta antica: violettes Cäment umſchließt weiße ſcharfkantige Bruchſtücke. Breccia dorata: rothe und weiße Fragmente mit gelbem Bindemittel. Marmo africano: ſchwarzer Grund mit grauen, rothen und violetten Flecken. Breccia pavonazzar: weißer Grund mit rothen Flecken u. ſ. w. Spanien und die Pyrenäen, auch Sicilien und Frankreich liefern Breccienmarmor. Von der violetten Breccie befinden ſich in Paris in der Galerie der alten Maler acht Säulen aus der ehemaligen Auguſtinerkirche; der Durchmeſſer einer jeden iſt 17½ Zoll, die Höhe 11 Fuß, 2 Zoll, 9 Linien.

§. 461. Anwendung und Bearbeitung des Marmors.

Wie ſchon oben erwähnt wird der Marmor wenig in der Bijouterie, meiſt in der Bildhauerei und Architektur verwendet. Die Alten gebrauchten ihn in großen Maſſen zur Aufführung von Prachtgebäuden, zu Triumphbogen, wie der des Titus, des Septimus Severus und des Konſtantin u. ſ. w., und überhaupt da, wo es ihnen gefiel, Pracht an den Tag zu [illegible]

dick, wird an jedem ihrer Enden zu einer schlanken, 2 Zoll langen Spitze ausgeschmiedet, dann gehärtet und strohgelb angelassen. Um diese Spitzen zu schärfen, wetzt man zwei gegenüberliegende Flächen derselben auf einem Sandsteine. Beim Gebrauch wird das Werkzeug unter einem Winkel von 20—30 Grad gegen die Oberfläche des Arbeitsstücks geneigt angehalten, während man Wasser auf den Marmor tröpfeln läßt, damit der Stahl sich nicht erhitzt und die Härte verliert. Trotzdem stumpft er sich schnell ab, und muß oft wieder auf die angegebene Weise geschärft werden. Indem hierbei immer nur auf zwei Seiten weggeschliffen wird, geht die Spitze allmählich in eine schmale Schneide über, deren Breite man nicht über ein Achtelzoll anwachsen lassen darf. Ist diese Grenze erreicht, so muß die Spitze durch Ausschmieden wieder dünn gemacht und auf die ursprüngliche Gestalt zurückgeführt werden. Zum Drehen feiner Reifen, Gesimsglieder u. dgl. wendet man einen zartern Spitzstahl von der nämlichen Form an. Andere Arten von Drehwerkzeugen werden auf Marmor gewöhnlich nicht gebraucht; namentlich sind alle jene mit breiten Schneiden ganz untauglich: was mit den Spitzstählen nicht erreicht werden kann, muß man dem nachfolgenden Schleifen der Arbeit überlassen. Was das Schleifen anbelangt, so wird die gröbste Rauhigkeit durch trocknes Abreiben mit einem Stücke Bimsstein oder eines kleinkörnigen Sandsteins weggenommen; den letztern kann man auf großen ebenen Flächen auch so anwenden, daß nasser Sand (anfangs grober, nachher stufenweise feinerer) untergestreut wird. Das dann folgende Feinschleifen geschieht mittels nassen Bimssteinpulvers auf Holz, Kupfer, Blei oder (bei Bildhauerarbeit) auf einem Lappen; bei dunkelfarbigem Marmor kann Schmirgel (mit Wasser) angewendet werden. Bei kleinen Gegenständen leistet Glaspapier oder Schmirgelpapier gute Dienste. Auf Bildhauerarbeiten von weißem Marmor ist feingestoßener und gesiebter weißer Marmor selbst, statt des Bimssteinpulvers, zweckmäßig anzuwenden, und zwar mittels eines in Wasser getauchten leinenen Lappens; es entsteht dadurch, wenn nachher mit weißem Flanell trocken gerieben wird, ein sanfter Glanz, welcher für nackte Theile der Figuren sehr angemessen ist. Eigentliche Politur ertheilt man dem Marmor durch Zinnasche, sehr feinen Schmirgel, Kolkothar oder Knochenasche. Die Zinnasche ist für weißen Marmor unerlaßlich; sie wird mit Wasser auf Holz oder einem Lappen gebraucht, von einigen auch nur trocken mittels eines Tuches heftig aufgerieben bis der Stein sich erwärmt. Schmirgel, Kolkothar und Knochenasche (pulverisirtes gebranntes Schafbein) werden auf buntem Marmor angewendet und zwar jederzeit naß.

Ueber das Färben des Marmors ist beim Alabaster das Nöthige bemerkt worden.

42. Faſergips.

Syn. Federgips; Federweiß.

§. 462. Der Faſergips erſcheint derb, in parallellaufend faſerigen ſtark bis wenig ſeidenglänzenden, weißlichen und durchſcheinenden Maſſen. Hä = 2, läßt ſich daher leicht ſchneiden und mit dem Fingernagel ritzen. Er ciſiſches Gewicht = 2,2—2,3. Er beſteht aus ſchwefelſaurem Kalk mit Wa ſer. Die ſehr feinfaſerigen Varietäten werden wie der Faſerkalk verwende und haben auch ziemlich gleiches Ausſehen, werden aber, da ſie viel weic ſind, durch den Gebrauch bedeutend mehr angegriffen.

43. Alabaſter. [1])

Syn. Körniger Gips, Gipsſtein. Franz. Alabastrite, Pierre à platre.

§. 463. Eigenſchaften und Vorkommen.

Unter Alabaſter verſteht man hauptſächlich jene feinkörnigen bis dich Gipsmaſſen von ſchneeweißer Farbe, die beſonders ſchön am Fuße der S zergebirge vorkommen. Er iſt ſo weich, daß man ihn mit dem Finge ritzen kann, nimmt aber trotzdem eine ſchöne Politur an, die allerdings die Lebhaftigkeit des Marmors erreicht, und hat ein ſpecifiſches Gewicht v

schirmen u. dgl. Wegen der Feinheit des Korns und der Weichheit lassen sich daraus sehr feine Verzierungen anfertigen. Am meisten geschätzt ist der rein weiße aus dem Toscanischen, wo auch der meiste verarbeitet wird. Er läßt sich sehr leicht auf der Drehbank verarbeiten und man gebraucht dazu nur wenige Arten von Werkzeugen, nämlich Spitzstähle zum Vordrehen aus dem Groben, Flach- oder Schlichtstähle zum Feindrehen; beide von der Beschaffenheit, wie sie bei den Messingdrehern üblich sind; ferner zum Drehen krummliniger Profile ein paar gewöhnliche Tischler-Stechbeitel, von welchen man den einen convex, den andern concav bogenförmig anschleift. Die Spitzstähle der englischen Alabasterdreher sind vierkantig und von der Beschaffenheit wie jene für Marmor; in Italien zieht man einen dreikantigen Spitzstahl vor, welcher dadurch hergestellt wird, daß man eine alte dreieckige Feile an ihrem Ende etwas stumpf anschleift.

Zum Schleifen wirkt feines (am besten geschlämmtes) nasses Bimssteinpulver oder, auf großen Flächen, ein in Wasser getauchtes Stück Bimsstein recht gut; aber es verdirbt leicht die schöne Weiße des Steins und ist daher nur auf buntem Alabaster zu empfehlen. Den weißen schleift man lieber mit naßgemachtem Schachtelhalm. Bei Gesimswerk und andern verzierten Theilen findet Glaspapier (steifes Papier, auf welchem mittels Leim feines Glaspulver befestigt ist) vortheilhafte Anwendung; das Schleifen hiermit geschieht immer trocken. Bevor man zum Poliren schreitet, wird der auf eine oder die andere Art geschliffene Alabaster mit einem Brei von gelöschtem Kalk und Wasser abgerieben, wodurch eine reine und fein matte Oberfläche entsteht. Als Polirmittel braucht man gelöschten Kalk mit Seifenwasser auf einem Läppchen; und es ist gut, dieser Mischung gegen das Ende etwas feingepulverten und geschlämmten Talk (sogenanntes Federweiß) zuzusetzen, indem hiervon zarte Theilchen in den Poren des Alabasters zurückbleiben und demselben einen eigenthümlichen angenehmen Atlasglanz verleihen. Auch ein Brei von Milch, Seife und geschlämmter Kreide polirt gut, zumal wenn zum Schlusse trocken mit erwärmtem Flanell abgerieben wird; allein der weiße Alabaster wird hiernach gelblich.

Zuweilen wird auch der Alabaster künstlich gefärbt, entweder auf der ganzen Oberfläche oder nur stellenweise, um Adern u. dgl. hervorzubringen. Der Stein darf nur geschliffen, aber noch nicht polirt sein, um die Farben gut anzunehmen; letztere dringen jedenfalls nur auf eine geringe Tiefe ein. Man braucht als färbende Mittel theils Metallsalzauflösungen, z. B. Eisenvitriol zu Gelb, Kupfervitriol zu Grün, salpetersaures Silberoxyd oder Chlorgold, beide mit viel Wasser verdünnt; theils Tincturen verschiedener Pflanzenpigmente, z. B. Gummigutti, Curcumewurzel, Drachenblut, Alkannawurzel,

Brasilienholz u. s. w. mit Weingeist oder ätherischen Oelen (Lavendelöl, Terpentinöl) bereitet. Nachdem die Farben aufgetragen sind, erwärmt man den Stein, um das Einziehen derselben zu befördern.

44. Malachit. [1])

Syn. Atlaserz; Kupfergrün. Franz. Cuivre carbonaté vert; Malachite; engl. Malachite; green Carbonate of Copper.

§. 465. Der Malachit krystallisirt im monoklinoedrischen System und hat zur Grundform die schiefe rhombische Säule, die Krystalle sind jedoch nur selten deutlich ausgebildet. In der Regel erscheint der Malachit nadel- und haarförmig, oder dünn tafelförmig und schuppig, in traubigen, nierenförmigen stalaktitischen Aggregaten von krummschaliger und radialfaseriger Structur, welche endlich in das Dichte übergeht; auch kommt er derb, eingesprengt, angeflogen und in Pseudomorphosen vor. Das Gefüge ist entweder blättrig parallel der schiefen Endfläche der Grundform, gewöhnlich aber strahlig und faserig, zuweilen auch erdig, wonach man verschiedene Varietäten unterscheidet. Härte = 3,5 — 4. Specifisches Gewicht = 3,6 — 4. Er ist etwas spröde, glas- oder seidenglänzend, in Krystallen sogar diamantglänzend, durchscheinend bis undurchsichtig, smaragd- und spangrün, stellenweise auch lauch- und schwärzlichgrün und gibt einen spangrünen Strich. Er besteht aus kohlensaurem Kupferoxyd mit Wasser ($2\,CuO,\,CO_2 + HO$, mit 71,8 Kupfer-

Auf den Demidow'schen Gruben von Nischne Tagilsk hat man sogar einen reinen Block von 16 Fuß Länge, $7\frac{1}{2}$ Fuß Breite und $8\frac{1}{2}$ Fuß Höhe bloß gelegt.

Wegen der prachtvollen Farbe und Polirfähigkeit ist der Malachit sehr geschätzt zu allerlei Bijouteriegegenständen, wie Ring- und Halsnadelsteinen, Ohrgehängen u. dgl. m. Auch benutzt man ihn wie Holzfourniere zum Belegen anderer Steine, zu Vasen, Toiletten, Tischplatten, Dosen u. s. w. Man sägt ihn zu diesem Zwecke zuerst in Stücke von der erforderlichen Größe, oder man schneidet vielmehr die schönen Stellen aus den größern Massen von Malachit heraus und schleift diese dann mit Schmirgel auf einer bleiernen Scheibe. Die Politur wird mit Trippel auf einer zinnernen Scheibe gegeben. Als Ringstein erhält er meist den Tafel- oder Treppenschnitt.

Eine der schönsten Arbeiten aus Malachit ist das herrliche große Gefäß, welches längere Zeit hindurch in der großen Rotunde des ältern Museums zu Berlin stand. Dasselbe ist mit kleinen Täfelchen von Malachit überzogen und die Stückchen sind so fein und sauber aneinandergefügt, daß man Fugen nicht zu erkennen vermag. Dieses Prachtgefäß war von dem Kaiser Nikolaus dem Könige Friedrich Wilhelm III. verehrt worden. Schon im Alterthum war der Malachit bekannt und beliebt. Plinius, der ihn Molochites nennt, beschreibt ihn als einen nicht durchscheinenden Stein mit einem dichtern und fettern Grün als der Smaragd. Er habe seinen Namen von der Farbe der Malve erhalten, sei zum Ausprägen des Siegelbildes sehr geeignet und werde als besonderes Schutzmittel der Kinder gegen Gefahren gebraucht. Sein Vaterland sei Arabien. Von antiken Gravirungen im Malachit bemerkt Köhler über einen Cameo mit dem Kopfe der Isis Folgendes: „Es ist wahrscheinlich der schönste unter allen ägyptischen Steinen. Der Kopf der Göttin ist von vorn zu sehen, und die auf das lebhafteste das Aegyptische darstellende Zeichnung ist mit einer Bestimmtheit, Zartheit und Feinheit ausgeführt, die nicht höher getrieben werden kann." Ueber das muthmaßliche Alter dieser Arbeit, die dem Marchese Capponi zu Rom gehörte, hat er jedoch nicht gewagt eine genauere Bestimmung anzugeben. Die Herausgeber des Cabinets des Herzogs von Orleans haben diesen Stein in die Zeit zwischen Kambyses und den Ptolemäern gesetzt.

Der Werth des Malachit ist nicht bedeutend und wird noch mehr sinken, wenn die Verkehrsmittel mit dem Ural besser sind. Man bezahlt jetzt für das Pfund rohen Malachit, je nach dem Grade seiner Schönheit und Gleichartigkeit der Masse, $\frac{1}{2}$—3 Thlr. Größere Stücke steigen jedoch, wie wir eben gesehen haben, bedeutend im Preise.

45. Schwefelkies.

Syn. Zellkies; Schwefeleisen; Eisenkies; Goldkies; hexaedrischer Eisenkies; Pyrit; Markasit; Elementar- oder Gesundheitsstein; Inkastein. Franz. Marcassite; Pyrite; Pierre de foudre.

§. 466. Der Schwefelkies krystallisirt im tesseralen Systeme und hat zur Grundform den Würfel, welcher häufig zu Octaëdern und Pentagondodekaëdern mit vielfachen Combinationen abgeändert ist. Die Krystalle sind oft zu Zwillingen verwachsen und erscheinen bald einzeln, bald zu Drusen gruppirt. Außerdem findet er sich derb, eingesprengt, angeflogen, kugelig, in Afterkrystallen, als Versteinerungsmasse von Ammoniten u. s. w. Die Blätterdurchgänge sind ziemlich undeutlich, der Bruch ist muschelig, uneben, das specifische Gewicht = 4,9 bis 5,1, die Härte = 6,5, aber dennoch starke Funken gebend, welche von dem verbrennenden Schwefel herrühren. Daher bei der Erfindung der Schießgewehre als Büchsenstein benutzt. Er ist spröde, von ausgezeichnetem Metallglanz, speisgelb (zwischen metallischem Gelb und Grau), undurchsichtig, gibt einen pechschwarzen Strich, ist nicht magnetisch und riecht beim Zerschlagen nach Schwefel. Seiner chemischen Zusammensetzung nach besteht er aus zwei Theilen Schwefel und einem Theile Eisen (FeS_2, mit 45,7 Fe und 54,3 S), mit Spuren von Gold, Silber, Kupfer, Selen u. s. w. Vor dem Löthrohre entwickelt er schwefligsaure Dämpfe und schmilzt in der innern Flamme zu schwarzen, vom Magnete anziehbaren Kugeln; Salzsäure greift ihn nicht an, wohl aber Salpetersäure unter Ausscheidung von Schwefel. Zur Verwitterung ist er, besonders im krystallisirten Zustande, wenig geneigt, dagegen wandelt er sich allmählich in Brauneisenstein um. Er ist in allen Gebirgsformationen und fast in allen Ländern verbreitet; die schönsten Krystalle findet man auf Elba, in Sachsen, Ungarn, am Harz u. s. w.

Der Schwefelkies wurde früher, namentlich in Frankreich, sehr viel zu verschiedenen Schmuckgegenständen, wie Schuhschnallen, Verzierungen an Strumpfbändern, Brochen, Armspangen, Ringen an Sonnenschirmen, Uhrgehäusen u. dgl. verwendet. Er kam aber fast gänzlich außer Gebrauch, als im Jahre 1846 eine große Menge dieser Steine nach Paris kam und man die unglückliche Idee hatte, dieselben nach Mustern veralteten Schmuckes zu fassen. Anfangs erlangte er zwar dadurch ein außergewöhnliches Ansehen, aber der schlechte Geschmack in der Fassung, der geringe Werth des Materials und endlich die große Ueberfüllung mit diesen bisweilen noch ziemlich theuern Schmuckwaaren ließen ihn bald der Vergessenheit anheimfallen. Genf und das Juragebirge verarbeiteten und setzten damals ungeheuere Massen in Umlauf, welche sich

von da in alle Welt verbreiteten. Der Mangel an Nachfrage machte jedoch bald dieser Industrie ein Ende. Vielleicht führt die Mode wieder einmal auf diesen Stein zurück, da er sehr billig ist, sich nicht schwierig bearbeiten läßt und doch dabei ziemlich hart ist, und, namentlich als Rosette geschliffen, einen ausgezeichneten Metallglanz zeigt. Nach der Eroberung Perus stand der Schwefelkies schon einmal in großem Ansehen, da man polirte Tafeln davon, die wahrscheinlich als Spiegel gedient hatten, in den Gräbern der Inkas gefunden hatte. Er wurde damals als „Inkastein, Elementarstein, Gesundheitsstein" oft und theuer verkauft, man schrieb ihm heilbringende Kräfte zu und trug ihn häufig in Ohrringen, Nadeln, Halsketten u. s. w.

46. Manganspath.

§. 467. Der Manganspath krystallisirt im monoklinoëdrischen Systeme, findet sich aber meist derb, in individualisirten Massen und körnigen bis dichten Aggregaten. Härte = 5 — 5,5 Specifisches Gewicht = 3,5 — 3,6. Der Bruch ist uneben, splittrig, muschelig. Er ist dunkelrosenroth, bräunlichroth, röthlichbraun, röthlichweiß und grau, durchscheinend bis undurchsichtig, zeigt auf den Spaltungsflächen perlmutterartigen Glasglanz und hat einen rothlichweißen bis grauen Strich. Hinsichtlich seiner chemischen Zusammensetzung besteht er aus kieselsaurem Manganoxydul (3 Mn O, 2 Si O_3 = 54,1 Manganoxydul, 45,9 Kieselsäure, wobei geringe Mengen von Kalk- und Talkerde stellvertretend vorkommen). Vor dem Löthrohr schmilzt er in der Oxydationsflamme zu einem schwarzen, in der Reductionsflamme zu einem rothlichen Glase, mit Borax, Phosphorsalz oder Soda gibt er in der Oxydationsflamme ein amethystfarbiges Glas. In Säuren ist er unlöslich. Durch den Einfluß von Luft und Wasser wird der Manganspath schwarz, indem das Manganoxydul sich höher oxydirt und mit Wasser verbindet. Er ist selten, man findet ihn im Gneis bei Langbanshytta in Schweden, mit Quarz auf einem Lager im Thonschiefer bei *Schabrowa unweit Katharinenburg in Sibirien, mit Quarz auf Erzgängen zu Kapnik in Siebenbürgen, mit Quarz im Kieselschiefer am Harz und an einigen andern Orten.

Da der Manganspath bei seiner angenehm rothen Farbe eine schöne Politur annimmt, so wird er, namentlich zu Katharinenburg im Ural, vielfältig zu allerlei Schmuckwaaren verwendet. Eine schön rosenroth und schwarzgestreifte Vase aus Manganspath von 6 Zoll Höhe und 4 Zoll im Durchmesser wurde bei der Auction des Museums des Marquis de Dree für 253 Fr. verkauft.

47. Hämatit. [1])

Syn. Rhomboëdrisches Eisenerz, Glanzeisenstein, Eisenoxyd, rother Glaskopf, Blutstein. Franz. Hematite, Fer oligiste metalloide, Fer micacé; engl. Iron-glance.

§. 468. Der Hämatit krystallisirt im heragonalen System und hat zur Grundform das Rhomboeder, bisweilen mit Abstumpfung der Scheitelecken zur niedrigen sechsseitigen Tafel. Die Varietät, welche bisweilen als Schmuckstein benutzt wird, findet sich jedoch meist in faserigen Massen, welche durch eine krumme, kugelige, nierenförmige oder traubige Oberfläche begrenzt sind. Die Blätterdurchgänge sind unvollkommen den Rhomboëderflächen parallel. Härte = 4—5. Specifisches Gewicht = 4,7—4,9. Die Farbe liegt zwischen dunkelstahlgrau und blutroth oder ist einfach blut- bis braunlichroth, der Glanz ein unvollkommener Metallglanz. Seiner chemischen Zusammensetzung nach besteht der Hämatit im reinsten Zustande aus Eisenoxyd mit 69,34 Eisen und 30,66 Sauerstoff ($Fe_2 O_3$). Vor dem Löthrohre wird er in der innern Flamme schwarz und dann vom Magnet angezogen, ohne übrigens zu schmelzen. Mit Borax bildet er in der äußern Flamme ein dunkelrothes, beim Abkühlen gelblich werdendes, in der innern Flamme ein bouteillengrünes Glas. Man findet den Hämatit in Gängen verschiedener Gebirgsformationen bei Andreasberg am Harz, Saalfeld in Thüringen, Waldenburg in Schlesien, Rothenfels und Hohenburg in der Pfalz, ferner sehr

weder mit Abstumpfung der scharfen oder von beiderlei Seitenkanten. Häufig kommt er auch in niedrigen Tafeln vor; ferner in kugeligen, tropfsteinartigen, nierenförmigen Massen, derb, mit strahligem oder blätterigem Gefüge. Die Blätterdurchgänge sind den Kernflächen, am deutlichsten den Endflächen parallel. Der Bruch ist uneben. Härte = 6 — 6,5. Specifisches Gewicht = 2,9. Er ist grün, ins Weiße und Graue, halbdurchsichtig bis durchscheinend, hat einen weißen Strich und Glas- bis Perlmutterglanz. Seine chemischen Bestandtheile sind 23,99 Thonerde, 25,41 Kalk, 1,25 Eisenoxydul, 0,19 Manganoxydul, 44,71 Kieselerde, 4,45 Wasser (2 Ca O, $Si O_3$ + $Al_2 O_3$, $Si O_3$ + HO). Durch Erwärmen wird er polarisch elektrisch, durch Reiben + elektrisch. Im Kolben gibt er etwas Wasser. Vor dem Löthrohre schmilzt er zuerst zu weißem, später schwarz werdenden blasigen Schmelz, mit Phosphorsalz zu hellem, beim Abkühlen milchig werdenden Glase unter Hinterlassung eines Kieselskelets. In heißer, zuvor verdünnter Salpetersäure löst er sich und hinterläßt Flocken von Kieselerde.

Man findet den Prehnit in Tirol, am *St.-Gotthard, in Savoyen, Kärnten, in den Pyrenäen, zu Arendal in Norwegen, am Cap der guten Hoffnung u. s. w. Der strahlige kommt ausgezeichnet zu *Reichenbach bei Oberstein, an der *Seiseralpe im Fassathal, in Schottland, Nordamerika vor.

Da der Prehnit eine schöne Politur annimmt, so wird er bisweilen als Schmuckstein verschliffen. Der Werth ist nur gering. Bei der Auction der Sammlung des Marquis de Drée wurde eine schöne Vase von 6 Zoll Höhe aus diesem Mineral für 125 Fr. verkauft.

49. Eläolith. [1])

Syn. Fettstein, Nephelin z. Th. Franz. Pierre grasse, Pinguite.

§. 470. Der Eläolith krystallisirt im hexagonalen System, kommt jedoch seltener krystallisirt als derb, in individualisirten Massen und großkörnigen Partien vor. Der Bruch ist muschelig bis uneben. Härte = 5,5 — 6. Specifisches Gewicht = 2,58 — 2,64. Er zeigt meist eine grünblaue Farbe mit einem eigenthümlichen Lichtscheine, seltener eine rothe, hat einen ausgezeichneten Fettglanz und ist durchsichtig bis kantendurchscheinend. Seine chemischen Bestandtheile sind 44,84 Kieselerde, 33,04 Thonerde, 16,05 Natron und 6,07 Kali ($(Na O, KO)_2$, $Si O_3$ + 2 $Al_2 O_3$, $Si O_3$). Vor dem Löthrohre schmilzt er ziemlich leicht zu einem blasigen Glase; in Phosphorsalz zersetzt er

1) Von ἔλαιον, Oel, und λίθος, Stein, wegen des Fettglanzes.

wicht — 2,81. Die Farbe ist pfirsichblütroth ins Weiße, Gelbe, Grüne und Blaue. Er ist glas- bis fettglänzend, durchscheinend an den Kanten und schmilzt unter Aufwallen schon im bloßen Kerzenlicht, indem er durch seinen Gehalt an Litbion die Flamme schön purpurroth färbt. Man findet ihn am Berge Hradisko bei Rozna in Mähren, bei Penig in Sachsen, Schaitansk und Mursinsk am südlichen Ural, zu Paris im Staate Maine u. s. w.

Der Lepidolith wird zuweilen zu Platten, Büchsen, Tabacksdosen, kleinen Vasen u. dgl. verarbeitet.

Massen vorkommt, wie zu Hohentwiel geschliffen und zur Verfertigung kleiner Geräthschaften, Tischplatten, Briefbeschwerer u. dgl. auch zum Auslegen von Fußböden, wie Marmor, angewendet.

51. Lava.

§. 472. Die Lava ist ein mehr oder weniger dunkelgefärbtes, meist körniges Gemenge von Feldspath, Augit, Magneteisen, Leuzit u. s. w., bisweilen scheinbar gleichartig und höchst feinkörnig, bisweilen mit deutlicher krystallinischer Ausscheidung der Gemengtheile, die Spuren erlittener Schmelzung meist deutlich an sich tragend. Sie ist ein Product theils erloschener, theils noch thätiger Vulkane. Die dichten Abänderungen derselben von splitterigem Bruche und beträchtlicher Härte werden zuweilen, namentlich wenn sie schöne Farben zeigen, zu Dosen, Vasen und dergleichen Gegenständen verarbeitet. Auch schneidet man, vorzüglich in Neapel, Intaglios daraus. Das Schleifen geschieht mit Sand und Schmirgel, die Politur wird mit Bimsstein gegeben.

52. Puddingstein.

Syn. Wurststein, Kieselbreccie, Quarzbreccie. Franz. Brèche quarzeuse; Poudingue.

§. 473. Der Puddingstein besteht aus abgerundeten oder eckigen Stücken von Quarz, Jaspis, Hornstein, Feuerstein, Porphyr, Hornblendegestein, welche durch ein kieseliges Bindemittel, oft gleichfalls Feuersteinmasse, miteinander verbunden sind. Er kommt in ältern und jüngern Gebirgsformationen vor, namentlich an der Westküste des nördlichen Schottland, wo er in bedeutender Mächtigkeit auftritt und daselbst bald auf Grauwacke, bald auf Chloritschiefer ruht. Da er eine vortreffliche Politur annimmt, so wird er, besonders in England, zu architektonischen Verzierungen, Dosen, Vasen u. dgl. verwendet.

53. Lepidolith. [1])

Syn. Lilalith, Lithionglimmer. Franz. Mica violet.

§. 474. Der Lepidolith bildet Lager oder eingesprengte Massen von derbem, körnigen Gefüge und pfirsichblütrother Farbe im Urgebirge. Er hat einen splitterigen Bruch, die Härte zwischen 2 und 3 und ein specifisches Ge-

---

1) Von λεπίδιον, kleine Schuppe.

Erster Anhang.

Perlen und Korallen.

Meerbusen, an der japanischen Küste, den Küsten von Mexico und Californien u. s. w.

Die andere Art von Muscheln, welche echte Perlen liefert, ist die

Flußperlenmuschel (Unio margaritifer). Sie zeichnet sich durch ihre regelmäßigen, gleichschaligen und fast gleichseitigen Muscheln aus, die eine eirunde Form haben, meist ziemlich dick sind und eine dicke Perlmutterschale sowie eine hornige, schwärzlichgrüne Oberhaut besitzen, welche sich leicht abschilfert. Das Schloß ist mit stark hervorspringenden, gekerbten Zähnen versehen, die einen vollständigen Schluß gewähren. Das Thier ist ziemlich groß und kriecht langsam im Sande oder im Schlamme auf dem langen fleischigen Fuße. Der Mantel ist seiner ganzen Länge nach vollkommen frei und an seinem hintern, meist etwas verlängerten Ende mit stumpfen Tastwarzen besetzt. Die Flußperlenmuschel lebt in den Bächen und Flüssen Europas und Nordamerikas.

Außer diesen beiden Arten liefert auch die eßbare gemeine Miesmuschel (Mytilus edulis) bisweilen Perlen. Eine bläuliche Art dieser letztern wird an der Mündung des Conway in der englischen Provinz Wales mit $1\frac{1}{2} - 4$ Shill. per Unze am Fundorte bezahlt.

§. 476. Eigenschaften und Namen der Perlen.

Die Perlen im Innern der harten Muschelschalen sind meist bläulichweiß

lau oder roſenroth (Ceylon). Das ſpecifiſche Gewicht der Perlen beträgt ,684.

In Beziehung auf die Größe gibt man den Perlen verſchiedene Namen. erlen von ungewöhnlicher Größe nennt man Parangonperlen; ſie er- ichen die Größe einer welſchen Nuß und darüber. Solche von der Größe ner Kirſche nennt man Kirſchperlen. Darauf folgen die Zahlperlen er Stückperlen, welche man noch nach dem Stück verkauft. Hierauf die aatperlen, Loth- oder Unzenperlen, von denen beim Verkauf mehrere ſammen gewogen werden, und endlich die Stoß- oder Staubperlen argritins), die kleinſten und unanſehnlichſten.

Ebenſo verſchieden ſind auch die Benennungen, welche ſie von der Ge- alt erhalten. Vollkommen runde, die man am meiſten ſchätzt, nennt man opfen- oder Perlenaugen, mehr ovale, längliche oder birnenförmige, ſich noch ſehr gut in Brochen, Ohrgehängen u. dgl. anbringen laſſen, erlenbirnen, endlich vollkommen übelgeformte Baroqueperlen. Dieſe tern nehmen oft die merkwürdigſten und abenteuerlichſten Formen an und rden dann zu allerlei Kunſt- und Caricaturgegenſtänden benutzt. Eine che Sammlung dergleichen, worunter einige von außergewöhnlicher Größe, halt das berühmte Grüne Gewölbe in Dresden, z. B. einen ſpaniſchen fzwerg aus König Karl's II. Zeit, aus einer Perle von der Größe eines hnereies. Caire zu Paris beſaß zwei Perlen, von denen eine täuſchend nlich den Kopf eines Hundes, die andere den Orden des Heiligen Geiſtes rſtellte.

Außerdem kommen noch Stücke von Perlenſubſtanz im Handel vor, welche n den Schalen abgenommen halb aus Perlmutter, halb aus Perlenſubſtanz ſtehen. Sie ſind immer ſehr unregelmäßig, werden Phantaſieperlen nannt und erlangen nur einen gewiſſen Werth durch die glückliche Anwen- ng, die man davon macht. Im Handel führen ſie auch den Namen erlenwarzen und die Juweliere machen aus denſelben Ohrgehänge und lsſchmuck, indem ſie je zwei und zwei zuſammenkitten; das Stück koſtet 8 - 12 Fl. Bisweilen ſind dieſe Stücke hohl und ſchließen eine runde, voll- mmen loſe Perle im Innern ein. So erwähnt Barbot einen Fall, wo ein nzöſiſcher Perlenhändler in Mexico eins dieſer Stücke von einem Fiſcher für ren äußerſt geringen Preis kaufte und daſſelbe, um das Innere kennen zu nen, in zwei Hälften zerſchnitt. Er war nicht wenig überraſcht, darin eine llkommen runde Perle von 14 1/4 Karat vom reinſten Waſſer und lebhafte- n Glanze zu finden, ſodaß er ſie ſpäter in Paris für den Preis von 5000 r. verkaufen konnte.

Auf Ceylon werden die Perlen ihrer Gattung nach in folgende Klaſſen ngetheilt: 1. in Mell, mit den Unterabtheilungen: Annis und Anndari,

2. in Vadivu, mit den Unterabtheilungen: Kayerel, Sawadien und Kallipu; 3. in Tul- oder Saatperlen, welches die kleinste Sorte ist.

§. 477. Entstehung der Perlen und künstliche Erzeugung derselben.

Seit den ältesten Zeiten haben sich die echten Perlen, welche in den obenangeführten Muscheln des Meeres und der Flüsse gebildet werden, die Aufmerksamkeit der Menschen durch das angenehme und glänzende Ansehen, das sie dem Auge darbieten, wenn sie mit regelmäßiger Form den eigenthümlichen sanften Regenbogenglanz vereinigen, zugezogen; seit den ältesten Zeiten ward deshalb die Perle als ein Sinnbild des Keuschen, Schönen und Edlen angesehen, und ebenso weit gehen deshalb auch die Grübeleien der Menschen über den Ursprung der Perlen zurück. Die verschiedenartigsten Vorstellungen haben sich in dieser Richtung gegenseitig abgelöst, von den phantastischen, wenn auch schönen Volksdichtungen an, daß die Perlen Thränen gefallener Engel oder auch Thautropfen des Himmels wären, welche in Nachtsommernächten in den Schos des Meeres niedergefallen wären, oder während der Nacht von den Muscheln aufgefangen wurden, indem sie ihre Schalen öffneten u. s. w., bis zu der crassen, gewiß weniger schönen, aber sicher der Wahrheit näher kommenden Vorstellung, daß die Perlen nur krankhafte Bildungen seien, nach Beschädigungen des Thieres erzeugt, oder während der Krankheit desselben hervorgebracht und deshalb mit Nierensteinen und andern ähnlichen harten Massen in den Körpern der höhern Thiere zu vergleichen seien.

Die Menschheit bedurfte eine lange Entwickelung, um einzusehen, daß

blau oder rosenroth (Ceylon). Das specifische Gewicht der Perlen beträgt 2,684.

In Beziehung auf die Größe gibt man den Perlen verschiedene Namen. Perlen von ungewöhnlicher Größe nennt man Paragonperlen; sie erreichen die Größe einer welschen Nuß und darüber. Solche von der Größe einer Kirsche nennt man Kirschperlen. Darauf folgen die Zahlperlen oder Stückperlen, welche man noch nach dem Stück verkauft. Hierauf die Saatperlen, Loth- oder Unzenperlen, von denen beim Verkauf mehrere zusammen gewogen werden, und endlich die Stoß- oder Staubperlen (margritius), die kleinsten und unansehnlichsten.

Ebenso verschieden sind auch die Benennungen, welche sie von der Gestalt erhalten. Vollkommen runde, die man am meisten schätzt, nennt man Tropfen- oder Perlenaugen, mehr ovale, längliche oder birnenförmige, die sich noch sehr gut in Brochen, Ohrgehängen u. dgl. anbringen lassen, Perlenbirnen, endlich vollkommen ähnlgeformte Baroqueperlen. Diese letztern nehmen oft die merkwürdigsten und abenteuerlichsten Formen an und werden dann zu allerlei Kunst- und Caricaturgegenständen benutzt. Eine reiche Sammlung derselben, worunter einige von außergewöhnlicher Größe, enthält das berühmte Grüne Gewölbe in Dresden, z. B. einen spanischen Hofzwerg aus König Karl's II. Zeit, aus einer Perle von der Größe eines Hühnereies. Caire zu Paris besaß zwei Perlen, von denen eine täuschend ähnlich den Kopf eines Hundes, die andere den Orden des Heiligen Geistes darstellte.

Außerdem kommen noch Stücke von Perlensubstanz im Handel vor, welche von den Schalen abgenommen halb aus Perlmutter, halb aus Perlensubstanz bestehen. Sie sind immer sehr unregelmäßig, werden Phantasieperlen genannt und erlangen nur einen gewissen Werth durch die glückliche Anwendung, die man davon macht. Im Handel führen sie auch den Namen Perlenwarzen und die Juweliere machen aus denselben Ohrgehänge und Halsschmuck, indem sie je zwei und zwei zusammenkitten; das Stück kostet 8 — 12 Fl. Bisweilen sind diese Stücke hohl und schließen eine runde, vollkommen lose Perle im Innern ein. So erwähnt Barbot einen Fall, wo ein französischer Perlenhändler in Mexico eins dieser Stücke von einem Fischer für einen äußerst geringen Preis kaufte und dasselbe, um das Innere kennen zu lernen, in zwei Hälften zerschnitt. Er war nicht wenig überrascht, darin eine vollkommen runde Perle von $14\frac{1}{4}$ Karat vom reinsten Wasser und lebhaftesten Glanze zu finden, sodaß er sie später in Paris für den Preis von 5000 Fr. verkaufen konnte.

Auf Ceylon werden die Perlen ihrer Gattung nach in folgende Klassen [illegible] 1. in Mell, mit den Unterabtheilungen Annis und Kuddaxi,

phie¹] veröffentlicht hat) sind diese Unebenheiten nicht Furchen, wie man bisher geglaubt, sondern zickzackwellige, an das Moiré der Kleiderstoffe erinnernde, stufenartige Absätze der dünnsten Kalktäfelchen, die sich etwa so verhalten, wie dünne Lagen eines durchscheinenden Lacks, die man mit abgerundeten Pinselstrichen lückenhaft aufeinander setzt. Auf diesen zarten Terrassen sind noch feine netzartige Linien angedeutet, die wahrscheinlich den Abklatsch der Manteloberfläche darstellen.

Die Oberhaut- und Stäbchenschicht wird vom Mantelsaum, die Perlmutter von der äußern Mantelfläche abgesondert. Schwierig zu verstehen ist die Entstehung der Kalkstäbchen, die keineswegs Krystallgefüge haben. Ihr von Heßling erklärt sie so: die Oberhautmasse gerinnt zu kleinen Täfelchen, zwischen denen leere Lücken bleiben; die Lücken mehrerer Lagen decken sich und stellen hohle Röhren dar; in diesen setzt sich der Kalk des ausgeschwitzten Mantelsaftes ab und füllt sie allmählich aus.

Eine halbirte und durch Säure entkalkte Perle ähnelt durch ihren excentrischen Schalenbau einer Zwiebel. Die Schalen bestehen aber entweder ausschließlich aus einer einzigen der obengenannten Muschelschalenschichten oder aus einer Verbindung von mehreren, die sich oft in buntem Wechsel ablösen. Eine lediglich aus Oberhaut- und Stäbchenschicht bestehende Perle ist dunkelfarbig und matt; sind diese unedeln Schichten nur von einer dünnen Perlmutterschicht umhüllt, so scheinen sie durch und geben der glänzenden Perle eine braune oder grüne Farbe; sind sie aber von einer größern Zahl von Perlmutterlagen umfangen, oder besteht gar die Perle vollständig aus Per-

Die Structur des Mantels ist noch nicht vollkommen erörtert. Die Hauptmasse der dünnen, an den freien Rändern verdickten Mantelblätter besteht aus mannichfach gekreuzten Sehnen und Muskelfasern, die von vielen Gefäßen und Nerven durchzogen werden. Auf seiner innern Fläche ist der Mantel von stets flimmernden Wimpern besetzt, die sich überhaupt auf fast allen Oberflächen, innern wie äußern der Muschelthiere vorfinden und für das Athmen und Ernähren derselben von der größten Bedeutung sind. In dem Mantelrande sowie an der äußern Fläche desselben finden sich drusige Bildungen, welche zur Absonderung der Stoffe dienen, aus denen die Schale zusammengesetzt ist. Man findet deshalb zu den Zeiten, wo die Schalenbildung besonders lebhaft ist, eine milchige Flüssigkeit in dem Mantelrande, die mit Säuren aufbraust und vielen Niederschlag von kohlensaurem Kalk enthält.

Die Muschelschalen selbst bestehen nun bei allen denjenigen Thieren, welche Perlen liefern, aus drei verschiedenen Schichten, die sich von außen nach innen in folgender Ordnung erkennen lassen. Die äußerste Schicht der Schale wird von einem zerreiblichen, meist schwärzlichgrünen Ueberzuge von hornicer Natur, der Oberhaut gebildet, die aus dünnen Blättchen besteht, in denen das Mikroskop keinen Bildungstheil von regelmäßiger Form zeigt. Auf diese Schicht folgt nach innen hin eine zweite, die aus unzähligen winzigen, hornigen Säulchenzellen zusammengesetzt ist, welche mit Kalkmasse gefüllt sind und die ziemlich senkrecht auf den andern Schichten stehen. In dieser Lamellenschicht sind hauptsächlich die verschiedenen Pigmente abgelagert, welche manche Muschel so herrlich färben. Die Ablagerung dieser Farbestoffe machte es möglich, zu bestimmen, daß der Mantelrand allein diese Schicht absondere. Muscheln nämlich, welche über dem Mantelrande verletzt wurden, ersetzten den Substanzverlust ihrer Schalen durch eine Masse, welche der ungefärbten Schicht der innern Schale entspricht; geschieht aber die Verletzung am Mantelrande, so erhält die Ersatzstelle die Farbe, welche der Mantelrand an der verletzten Stelle besitzt. Die dritte innerste Schicht hat einen mehr blätterigen Bau und eine gleichförmige Grundmasse, welche äußerst fein gefaltet erscheint und durch die Brechung des Lichts den eigenthümlichen Perlmutterglanz hervorbringt, welcher so vielen Muscheln eigenthümlich ist. Daß die Perlmutter den größten Theil ihrer unvergleichlichen Schönheit nicht ihrem Stoffe dankt, welcher nichts ist als Kalk, sondern lediglich den zarten Unebenheiten ihrer Oberfläche, weiß man durch Brewster. Nach den Untersuchungen des Dr. von Heßling (der im Auftrage des Königs von Baiern mehrere Jahre lang seine ganze Kraft dem Studium der Perlmuschel gewidmet und soeben die vollständigste und an neuen Thatsachen reiche Monogra-

in die Adern verirrten Eingeweidewürmern und zuweilen an Kugeln, die in den Körper eingedrungen waren, beobachtet hat.

Die Schönheit einer Perle hängt von dem Orte ab, an welchem jener Kern stecken bleibt. Sitzt derselbe an der Stelle des Mantels, welche die Perlmutterschicht absondert, so wird er lediglich von Perlmutter umhüllt und in eine schönfarbige Perle vom reinsten Wasser umgewandelt. Rückt er aber durch die Zusammenziehung der durch den fremden Eindringling gereizten Muskeln allmählich in den Mantelsaum, der die Oberhaut- und Stäbchenschicht bildet, so wird er von farbigen Schichten umschlossen und stellt eine werthlose Perle dar. Deshalb kann sich eine Perle im Laufe der Zeit verbessern oder verschlechtern, je nachdem sie von einer schlechtern Bildungsstätte in eine bessere gelangt oder umgekehrt. Wenn nun fast gewiß ist, daß das Muschelthier nicht wie die Seidenraupe aus innerm Triebe, sondern nur durch zufällige Reize das uns erwünschte Erzeugniß bildet, so liegt die Frage nahe, ob man es nicht künstlich zur Perlenerzeugung veranlassen könne.

Der berühmte Linné soll die Kunst der Perlenerzeugung verstanden haben. Nach Bachmann's „Geschichte der Erfindungen" hat derselbe wirklich im Großen auf künstliche Weise Perlen hervorgebracht, aber er hielt das nähere Verfahren dabei geheim. Sein Geheimniß soll er jedoch später, nachdem er es vergebens der Regierung angeboten hatte, in einem versiegelten Pack einem Kaufmann Bagge in Gothenburg für 18000 Kupferthaler, ungefähr 500 Dukaten, verkauft haben. Dieser ließ sich mit dem Bewußtsein begnügen, der einzige im Besitze dieser Kunst zu sein, und er versuchte es nicht,

selen von den Kennern durch ihren Glanz von den natürlichen leicht zu unterscheiden sein. Eine überwiegende Menge derselben hat einen kleinen, regelmäßig hohlen Raum, und es scheint also, als ob die festen Körper in der Regel den Organismus zu stark reizten, sodaß sich die Perlenmasse nicht mit der nöthigen Ruhe um sie absetzen konnte, diesen hohlen Raum haben mehrere für die innere Höhlung eines Eies ausgegeben, und zu den obengenannten zahlreichen Anschauungen über den Ursprung der Perlen gehört auch die, daß jede Perle um ein Ei der Muschel, das sich verirrt hatte und an die unrechte Stelle gekommen war, gebildet sei.

In China sollen sich gegen 5000 Familien damit beschäftigen, im Mai Pillen aus Erde oder Metall, sowie kleine Götzenbildchen aus Elfenbein oder Perlmutter zwischen Mantel und Schale der dortigen Teichmuschel (Mytilus cygneus) zu schieben. Nicht wenige Muscheln sterben an der Operation, die Ueberlebenden werden im November geöffnet. Daß wenigstens einzelne der eingebrachten fremden Körper mit hübschem Perlstoff überzogen werden (auffallend ist die kurze Zeit!), sollen die auf der londoner Industrieausstellung befindlichen Proben bewiesen haben. Die Bildung einer wirklich runden, adlerig überzogenen Perle dürfte aber sehr selten, vielleicht nie erzielt werden.

Mehr Aussicht auf Herstellung regelmäßiger Perlen würde, falls die Theorie richtig ist, auf die er sich stützt, Küchenmeister's Vorschlag haben. Er glaubt, durch künstliche Einbringung von Milben oder deren Eiern das Muschelthier zur Perlbildung anregen zu können. Der praktische Werth des Verfahrens, wenn es überhaupt Erfolg hat, würde freilich noch davon abhängen, ob man soviel gute Perlen bekäme, daß sie die Mühe der Impfung bezahlten.

Weniger leicht und unter allen Umständen eine complicirtere Verfahrungsmethode würde die sein, welche von Filippi angeregt wurde, die Flußperlenmuschel mit Eingeweidewürmern anzustecken. Die Entwickelung der Eingeweidewürmer zeigt nämlich viele Eigenthümlichkeiten; wir wissen, namentlich von den Ilten derselben, mit ziemlicher Gewißheit, daß sie innerhalb der Muschel nicht fortpflanzungsfähig werden und daß sie, um dies zu sein, in andere und höhere Thiere, der Analogie nach wahrscheinlich in Fische oder Kröten, übergeführt werden müssen. Erst aus den Eiern dieser verpflanzten Ilten kommen dann Junge, die wieder auf die Muscheln zurückgehen und in diesen die Perlenbildung hervorrufen können, wenn nämlich die stärkere Natur der Muschel die eindringenden Feinde überwältigt und es ihr gelingt, sie in starke Perlmuttergefängnisse einzuhüllen. Es kommt also darauf an, ausfindig zu machen, in welchen höhern Thieren die Eingeweidewürmer der Perlmuscheln in der Regel ihren fortpflanzungstüchtigen Zustand erreichen, und

mit diesen muß man alsdann die Gewässer bevölkern, in welchen die Muscheln leben. In den Gegenden, wo früher der Perlenfang als ein Regal nach einem größern Maßstabe getrieben wurde, wie in Schottland, Lappland, Sachsen u. s. w, hat man schon seit langer Zeit gewußt, daß der eine Fluß weit mehr als der andere den Perlenreichthum der Muscheln begünstigte; man suchte den Grund in der Beschaffenheit des Wassers; es liegt vielleicht bei weitem näher, ihn in dem Vorkommen einer größern Anzahl Eingeweidewürmer und einer größern Anzahl derjenigen Thiere zu suchen, welche die erstern in den Stadien beherbergen, während welcher sie nicht in den Muscheln sind. Alle, welche sich mit Eingeweidewürmern beschäftigt haben, wissen, welcher Unterschied hinsichtlich der Menge derselben zwischen Gewässern stattfindet, welche ganz nahe beieinander liegen und dieselbe Beschaffenheit zu haben scheinen.

Th. von Heßling verspricht sich, gestützt auf seine mikroskopischen Beobachtungen, nichts von allen künstlichen Mitteln. Er schlägt zur Hebung der Perlzucht hauptsächlich Folgendes vor: Man versammle die auf viele Strecken verzettelten Muscheln an den geeignetsten Stellen in dichtbesetzte Bänke. Nahrung ist überall reichlich vorhanden und der Farbstoff des Wassers, der auch die schönsten Perlen unrein machen kann, wird dann durch seine Vertheilung an viele Muscheln weniger schädlich. Auch sind solche Muschelbänke leichter zu überwachen. In der Fortpflanzungszeit (Juli und August) gönne man den Thieren vollkommene Ruhe und im allgemeinen längeres Leben. Ob es jemals gelingen werde, die für den Naturfreund so anziehende Flußperlenmuschel zu größerer Nutzbarkeit zu bringen, steht dahin. Und doch wäre es

die meisten um gedrückte Preise. Später, um 1640, brachten die Holländer die ostindische Herrschaft an sich und nahmen auch die Perlenfischerei auf Ceylon in Beschlag. Zwanzig Tage durften unter ihnen die eingeborenen Indier, von denen oft an 200000 herbeigeströmt waren, für sich, und einen Tag um den andern für die Regierung fischen, nach dieser Zeit wurde die Ausbeute öffentlich an den Meistbietenden verkauft. Solche Fischereien fanden alle drei Jahre statt. Doch infolge eines Streits der Holländer mit den indischen Radschas untersagten diese seit 1768 den Fischern den Besuch der Muschelbänke von Manaar, worauf denselben eine achtundzwanzigjährige Ruhe (bis 1796) vergönnt war, wo dann die Engländer Herren der Insel wurden. Diese beuteten hierauf die reichlich angehäuften Muschelschätze gehörig aus, wodurch ein großer Gewinn erzielt wurde, der in dem einzigen Jahre 1798 allein, nach Abzug der Kosten, 140000 Pf. St. betrug. Zuweilen warfen allerdings die heftigen Orkane den Meeressand auf und verschlammten die Bänke, sodaß die Ausbeute varurte. Jetzt rechnet man, wenn jede Bank aller sieben Jahre 20 Tage befischt wird, eine Reineinnahme in diesem siebenten Jahr von 14000 Pf. St. Die Fischerei findet in den Monaten März und April statt, weil da das Meer am ruhigsten ist. Schon vorher werden die Bänke durch sachverständige Taucher geprüft und sodann der Termin und die Stelle durch die Behörde bestimmt und öffentlich annoncirt, auch die Stellen mit Merkzeichen (Bojen) bezeichnet. Die Hauptstation war in den vierziger Jahren Kondatschy, obwol man die Fischerei gewöhnlich nach der **Küste Manaar oder Aropo** benennt.

Die Gewinnung der Perlen selbst ist eine der schwierigsten und gefahrvollsten Arbeiten. Sie wird durch Taucher betrieben, die von der zartesten Kindheit an dazu angelernt und vorbereitet werden müssen. Einige Zeit vorher, ehe die Fischerei anfängt, halten dieselben eine besondere Diät und reiben sich an allen Theilen des Leibes sorgfältig mit Oel ein. Am bestimmten Tage fahren sie dann nach den Perlenbänken hin, entkleiden sich völlig, verstopfen die Ohren mit Baumwolle, pressen die Nasenlöcher durch eine Hornklemme zusammen und binden vor den Mund zur Erleichterung des Athemholens einen mit Oel getränkten Schwamm, der ziemlich lange kein Wasser durchdringen läßt. Hierauf lassen sie sich an einem um den Leib geschlungenen Seile zu den Perlenbanken hinab, wobei ihnen, um sie möglichst schnell in die Tiefe zu befördern, entweder ein schwerer Stein an die Füße gehangt wird, oder sie auf eine derartige Vorrichtung, den sogenannten Taucherstein treten, an welchen sie sich beim Hinuntersinken anklammern, denselben, sobald sie an der rechten Stelle angelangt sind, loslassen, worauf er wieder aus dem Wasser heraufgezogen wird. Sobald der Taucher die Bank berührt, wirft er sich nieder, löst mit einem scharfen Messer die Muscheln von der Bank ab,

rafft, was er ergreifen kann, zusammen, und sammelt die Muscheln in ein Netz oder eine Art Korb, den er in einem Gürtel am Körper hängen hat. Die gewöhnliche Zeit des Untertauchens währt ungefähr eine Minute und die gewöhnliche Beute beträgt 8—10 Muscheln. Auf gleiche Weise läßt sich der Taucher nach gewissen Pausen der Erholung 40—50 mal in die Tiefe des Meeres hinab. Kann derselbe nicht mehr unter dem Wasser ausdauern, oder merkt er die Nähe eines Haifisches, so gibt er durch einen Ruck am Seile ein Zeichen und wird schnell wieder heraufgezogen. Manchen dringt zuletzt am Abend das Blut aus Mund und Nase hervor und sie können überhaupt diese Arbeit nur einige Jahre aushalten.

In der neuern Zeit wird die Arbeit durch die Vervollkommnung der Taucherglocken fast ganz gefahrlos, nur sind dieselben noch zu kostspielig, zur allgemeine Anwendung zu finden. Mit diesen schafft jeder Taucher, je nach Zufall und Gewandtheit, an einem Tage der Perlenfischerei 1—4000 Muscheln herauf und man hört nicht eher auf zu fischen, bis 20—30000 Muscheln das Ergebniß der Ausbeute sind. Jeder Taucher wird entweder durch einen Antheil an den Muscheln oder durch einen Tagelohn an Geld abgefunden.

Aus den Barken werden sodann die Muscheln ausgeladen, die man nun in abgeschlossenen Räumen oder Fässern der Fäulniß überläßt, wodurch sie die meisten von selbst öffnen, aber nach zwei bis drei Tagen einen entsetzlichen Geruch ausströmen. Diese gefaulten Thiere werden dann in Trögen aus hohlen Baumstämmen mit Seewasser abgespült, bis sich die Perlen an

seines großen Boots, als Wegweiser für die andern Boote voraus. Dicht neben ihm befand sich, als an dem ihm zukommenden Ehrenplatze, das Regierungsboot mit dem Gouverneur. Nach zwei Stunden kamen wir in der Nähe der Perlenbänke an, woselbst alle Boote den Anker auswarfen, um den Anbruch der Morgendämmerung abzuwarten. Sobald der erste Sonnenstrahl vom Osten her über die Wolken blitzte, setzten sich die Boote in Bewegung, jedes nahm auf ein gegebenes Signal seine bestimmte Stelle auf der Bank um die Schaluppe des Adanapar in Bogen herum ein und von neuem fielen die Anker in die Tiefe.

„Jedes Boot war mit 20 Mann und einem Steuermann bemannt. Zehn davon ruderten und die andern zehn waren Taucher; außerdem befand sich noch in jedem Boote ein Pillaikarras, Hauptschwörer oder Beschwörer. Wäre dieser nicht im Boote, so wagte kein einziger Taucher sich ins Meer hinabzulassen; denn da die Meere um Ceylon von diesem gefährlichen Raubfische bevölkert sind, so haben alle Taucher einen großen Respect vor ihnen. Es gibt zwar einige altgeschulte Taucher, die geschickt genug sind, dem Hai auszuweichen, auch wenn sie sich noch so lange im Wasser aufhalten müssen; doch ist im allgemeinen die Angst vor der Gefahr, von diesem Seeungeheuer verschlungen zu werden, so groß, daß sie ihrer Sicherheit wegen weniger auf ihre Gewandtheit rechnen, sondern diese vielmehr in übernatürlichen Mitteln und Zauberkräften suchen. Ehe sie daher ihr gefährliches Geschäft anfangen, muß jedesmal erst der Pillaikarras um Rath gefragt werden, ob das Feld auch rein sei, und in dessen Ausspruch setzen sie das unbedingteste Zutrauen. Die Regierung kennt diesen Aberglauben der Perlenfischerei sehr wohl und deshalb werden immer mehrere dieser Zauberer in förmlichen Sold genommen, um entweder die Taucher in ihren Booten zu begleiten, oder am Meeresstrande für ihre Sicherheit allerhand Beschwörungen, Zaubereien und Gaukeleien aufzuführen. Die letztern stehen vom frühen Morgen an, bis die Boote des Nachmittags zurückkommen, am Strande, murmeln die ganze Zeit hindurch Gebete her, verdrehen dabei ihren Körper auf die seltsamste Art und verrichten mancherlei Ceremonien, worin kein Mensch den geringsten Zusammenhang mit den Haifischen zu finden vermag. Dieser vermeintliche Schutz bringt jedoch die Taucher viel eher in Gefahr, da sie im festen Vertrauen auf die übernatürliche Macht ihrer Beschützer leicht allzu viel wagen und die gewöhnlichste Vorsicht dabei aus den Augen setzen.

„Der Adanapar gab endlich das Signal zum Beginn des Fischens. Zu jeder Seite des Boots befand sich eine Art Gerüst, von dem der Taucherapparat herabging, namentlich die Taucherſteine, drei an der einen, zwei an der andern Seite. Sie hatten die Gestalt eines Zuckerhuts, wogen zwischen 20—25 Pfund und sollten dazu dienen, das Hinunterfahren der Taucher zu beschleunigen. Diese warfen jetzt ihre Bekleidung ab, packten das Seil an, an dem ein Korbnetz zum Einsammeln der Muscheln hing, und machten sich fertig, in die Tiefe hinabzutauchen. Der Taucherstein hing an Doppelstricken, die an seiner Spitze eine Schleife bildeten, welche den Steigbügeln ähnlich sahen, in welchem ihren rechten Fuß, stellten den linken auf den Korb, klammerten sich mit den Fußzehen daran fe

mit der Hand zu, ließen dann das Seil fahren, das sie noch über dem Wasser hielt, und glitten nun mit Blitzesschnelle in die Tiefe des Meeres hinab, dessen Wasser schäumend über ihren Häuptern zusammenschlug.

„Mit athemlosen Bangen sahen wir Zuschauer den kühnen Männern nach. Die Ruderer im Boote nahmen indessen Platz an den Gerüsten und hielten sich bereit, den zurückkehrenden Tauchern beim Einsteigen in das Boot hülfreiche Hand zu leisten. Es dauerte lange, bis die Taucher wieder ein Lebenszeichen von sich gaben. In ängstlicher Erwartung verfloß eine Minute, dann derselben noch eine, aber niemand gab das Zeichen zum Heraufsteigen. «Um Gottes willen, sie kehren nicht zurück», riefen wir, die wir dieses interessante Treiben zum ersten mal erlebten; «zieht sie empor, es muß ihnen ein Unglück passirt sein!» «Nicht doch, seien Sie ganz ruhig», sagte der Steuermann, «nach einige Secunden und Sie werden unsere Leute frisch und munter wieder sehen.»

„In der That, kaum hatte der Steuermann diese Worte gesprochen, so wurde eins von den Seilen, an denen die Taucher befestigt waren, heftig geschüttelt und sogleich packten die Ruderer zu und zogen, so schnell sie konnten, den Taucher in die Höhe. Mit triefenden Haaren kam er an die Oberfläche, sprang ins Boot und schüttete die erbeuteten Muscheln aus dem Korbe auf den Boden. Gleich darauf wurde abermals ein Seil geschüttelt, dann wieder eins und wieder eins und endlich auch das letzte, sodaß nach etwa zwei Minuten die Taucher unsers Boots alle fünf frisch und unversehrt sich wieder am Bord befanden. Sie athmeten rasch und tief, schüttelten das Wasser von ihrem Körper und setzten sich dann schweigend in der Nähe des Steuers nieder. Auf den andern Booten ging es ebenso vor sich und das fortwährende wechselweise Hinuntersteigen und Emporsteigen so vieler Menschen verursachte ein ewiges Rauschen, wie das eines Wasserfalls. Die fünf er-

„Etwa sieben bis acht Minuten hatten die Taucher zu ihrer Erholung bedurft, gingen dann wieder hinunter und wechselten immer zu fünf ab, bis die Mittagszeit herangekommen war. Jeder derselben brachte immer an 80 — 100 Muscheln auf einmal herauf und bis Mittag hatte sich in unserm Boote ein ansehnlicher Haufen aufgethürmt. Jetzt aber waren diese Leute auch aufs äußerste ermüdet und so wurde denn das Zeichen zum Aufhören des Fanges gegeben. Sämmtliche Boote versammelten sich hinter der Schaluppe des Adanapar und wir kehrten, von Wind und Flut begünstigt, gegen 4 Uhr nachmittags an den Strand zurück.

„Alle Hände regten sich nun, die Ausbeute des Tages an das Land zu bringen. Die meisten Muscheln wurden in ungefähr zwei Fuß tiefe Erdgruben oder auf kleine viereckige Plätze, die sorgfältig gereinigt und eingehegt waren, gebracht und letztere auf Matten ausgebreitet, sodaß sie nicht unmittelbar die Erde berührten. Diese waren dazu bestimmt, bis zur erfolgten Fäulniß liegen zu bleiben. An einigen andern Plätzen sah man einzelne Muschelhaufen aufgeschichtet, die zum sofortigen Verkauf ausgeboten wurden. Die Käufer, die sich dazu eingefunden, drängten sich darum und machten ihre Gebote, da jederzeit dem Meistbietenden zugeschlagen wurde, der sogleich Anstalten traf, die Muscheln öffnen zu lassen, um sich von dem Werthe oder Unwerthe ihres Innern zu überzeugen.

„Während wir diesem Treiben zusahen, ließ unser Steuermann die Muscheln aus seinem Boote herausschaffen und machte vier Haufen aus ihnen. Das eine Viertel bekamen die Taucher und Ruderer, den Rest, auf Anordnung des Gouverneurs, wir Fremden, den wir unter uns theilten. «Nun wollen wir sehen, wen das Glück am meisten begünstigt hat», sagte unser Gouverneur. «Hier ihr Leute, brecht und schneidet die Muscheln für diese Herren auf, und Sie, meine Freunde, geben Sie Acht, daß ihnen nicht die besten Exemplare veruntreut werden.» In einer Stunde war diese Operation vollendet. Der Inhalt war für uns ziemlich werthvoll, ja einem unserer Gesellschaft war eine Perle erster Klasse zugefallen, die nach der Taxe einen Werth von 2 — 3000 Pf. St. (14 — 20000 Thlr.) besaß."

Die ersten Nachrichten von den Fundorten der Perlen im Persischen Meerbusen erhielt man im Abendlande durch die macedonischen Griechen. Metasthenes, ein Beamter des syrischen Königs Seleukos, berichtet von den Perlenfischereien an dem östlichen Saume des Persischen Meerbusens. In späterer Zeit von 1515 bis ins 17. Jahrhundert machten sich die Portugiesen zu Herren der perlenreichen Bahreininseln, nach dieser Zeit gewannen die einheimischen Fürsten wieder die Oberhand über diese Fischereien. In der geeignetsten Zeit für dieselben, in den Monaten Juni bis September, leben gegen 30000 Menschen dort auf den Taucherbooten von der Perlenfischerei, deren die Bahreininseln gegen 3500 ausrüsten, die Piratenküste 700 und die mehr indolente persische Küste nur circa 100, weshalb Streitigkeiten zwischen verschiedenen rohen Nationen nicht selten sind, die in der Regel Blutvergießen abgehen. Die Fischerei ist bis auf eine geringe

den Scheikh des Hafens völlig frei. Die Haifische sind in diesem Meere den Tauchern weniger gefährlich als die Sägefische, die hier 14—16 Fuß groß mit 6 Fuß langer sägeartiger Waffe vorkommen. Zur Vertheidigung gegen diese Raubfische hat jeder Taucher ein dolchartiges Messer im Gürtel. Zwischen den Inseln Kharak und Gorgo an der persischen Küste werden auch in bedeutender Tiefe gute Perlen erbeutet. Die Art und Weise der Gewinnung durch die Taucher ist ganz so, wie sie oben bei Ceylon beschrieben wurde. Man schätzt den Werth der Perlen, die jährlich auf den Bahreinninseln von indischen, arabischen und persischen Handelsleuten an Ort und Stelle gekauft werden, auf 300—350000 Pf. St.; allein besser unterrichtete einheimische Perlenhändler geben eine bedeutend größere Umsatzsumme an. Die meisten der hier gewonnenen Perlen gehen über Mascate nach Bombay und von Ostindien aus die meisten nach China. Außerdem erhält China noch Perlen von den Suluinseln, einer Reihe von Eilanden zwischen Borneo und Mindanao, die von einem unabhängigen Volke bewohnt werden. Eine der Handels wegen lebensgefährliche Perlenfischerei wird auf den unter holländischer Botmäßigkeit stehenden Aruinseln betrieben, die westlich von Neuguinea liegen. Auch an den Küsten von Neuguinea treiben die inländischen Papuas Perlenhandel.

Im Rothen Meere war früher die Perlenausbeute sehr beträchtlich. Schon unter den Ptolemäern, wie später unter den ägyptischen Khalifen hatten sich an den Küsten dieser Länderstriche Kaufleute angesiedelt, welche durch die

denn überhaupt das ganze Rothe Meer, den südlichsten Theil ausgenommen, Perlenbänke aufweisen dürfte.

Außer diesen Hauptfundorten von Seeperlen findet man noch ähnliche in der Alten Welt an den Küsten von Japan, Java, Sumatra, ziemlich auf allen Punkten des australischen Inselreichs, am Bosporus, bei Actium, am Ambrakischen Meerbusen u. s. w.

Auch an den wärmern Küsten Amerikas, sowol im Großen Ocean als im Atlantischen, kommen überall Perlenbänke vor. Schon die in die amerikanische Urzeit reichenden aztekischen Könige ließen an ihren Meeresküsten Perlenfischereien anstellen und seit Anfang des 17. Jahrhunderts rivalisirten die Perlen Californiens mit den Schätzen Panamas. Hunderte von armen Indianern werden jetzt in Californien als Taucher verwendet. Die dortigen Perlenfischereien liefern gegenwärtig jährlich eine Ausbeute von 5 — 6 Mill. Pf. Perlmutterschalen und nach dieser im Verhältniß eine ansehnliche Menge Perlen. Die Perlen an den Küsten von Panama sind allerdings von sehr variirender Beschaffenheit, kommen aber nur selten in dem europäischen Handel vor, da sie zumeist in Peru gesucht werden. Auch an der Küste von Columbia fischt man Perlen, die sich durch ihren schönen Lustre auszeichnen, und an der südlichen Küste der Insel Cuba kommen Perlenmuscheln vor, deren Product dem des Persischen Meerbusens gleichkommen soll.

Auch an den Küsten von Neujersey, unweit Patterson, hat man kürzlich Perlen entdeckt. Ein Farmer fischte Muscheln aus dem Northbrook, in deren einer er eine Perle fand, deren ursprünglicher, jetzt aber durch das Sieden verminderter Werth 25000 Dollars betragen haben soll. Seit dieser Zeit geht der Muschelfang dort in großartigem Maße vor sich und soll man auch einzelne Perlen im Werthe von 1000 Dollars und mehr gefunden haben.

Wie groß die Menge von Perlen ist, welche jährlich in den Handel kommt, können wir im allgemeinen daraus schließen, daß im Jahre 1855 nach England 20000, nach Frankreich 80000, nach Hamburg 200000 Ctr. Perlmutterschalen allein eingeführt wurden. Um diese Schalen zu gewinnen, mußten, wie sich aus dem Durchschnittsgewicht einer Muschel leicht ergibt, 6 Mill. Thiere getödtet werden. Aber das ist lange nicht die ganze Summe. Man schätzt vielmehr, daß dem Ocean jährlich gegen 20 Mill. Perlmuscheln entnommen werden, von denen etwa 4 Mill. perlhaltig sind. Käme also auf 1000 solcher Muscheln eine einzige schöne Perle, so würde das Meer jährlich 20000 schöne Schmuckperlen liefern. Zuweilen soll sich aber eine solche erst in 10000 Stück finden. Die statistischen Berichte geben wenigstens über die jüngste Vergangenheit einen Fingerzeig über die Summe, welche im europäischen Perlhandel rollen, der jetzt in Paris, wie sein Amsterdam, seinen Hauptmarkt hat. In Frankreich wurden von 18

im Mittel jährlich für 267030 Thlr. Perlen eingeführt (980791 Gramm im Werthe von 18,900000 Fr.), in England von 1833—55 im Jahr durchschnittlich für 236250 Thlr. Die Einkünfte der englischen Regierung von der ceyloner Perlenfischerei belaufen sich auf 80000 Thlr.

Die Flußperlenmuschel findet sich in einem großen Theile von Amerika, Asien und beinahe ganz Europa, besonders in den nördlichen Theilen. Häufig kommt sie in den Flüssen Ostbothniens, in dem Ilz in Baiern, in der Wattawa in Böhmen, in der Weißen Elster im sächsischen Voigtlande mit ihren Nebenflüßchen, in Schlesien, Franken und Schottland vor. Auch in Norwegen wird seit Anfang des vorigen Jahrhunderts Perlenfischerei betrieben und zwar im Stifte Christianssand in den Flüssen Gan, Närim u. s. w. auf der letzten londoner Ausstellung waren Proben dieser Perlen ausgestellt. Im europäischen Rußland ist die Flußperlenmuschel vom Don bis zum Eismeere und von den Abhängen des Ural bis an die Ostseeküsten Livlands und Kurlands verbreitet, denn man zählt daselbst 44 kleinere Flüsse, die Perlen liefern.

Unter den deutschen, Perlenmuscheln enthaltenden Flüssen hat die Elster im sächsischen Voigtlande einen gewissen Ruf erlangt. Dieselbe führt auf fast jeder Meilen ihres Verlaufs etwa von Adorf an bis Elsterberg Muscheln. In der Nähe des Bades Elster fehlen dieselben, angeblich weil das dortige Flußwasser durch den Abfall von Heilquellen salzhaltig ist; um Plauen wurde der Fluß völlig geräumt, weil er daselbst, wahrscheinlich durch die Verunreinigung durch die Gewerbe, die Anlage von Bachwerken u. s. w. unmöglich [illegible]

so darinnen zu befinden, in andere Wege zu verparthieren". Veranlassung dazu gab ein ölsnitzer Tuchmacher, Moritz Schmirler, der auf der Wanderschaft die Perlenfischerei in Schweden kennen gelernt und seinen Kurfürsten auf die heimischen Schätze aufmerksam gemacht hatte. Er wurde, wie billig, zum Perlenfischer ernannt und mit 30 Fl. besoldet. Dieser bescheidene Sold sticht nun freilich sehr ab gegen den sagenhaften Gewinn der Venesen, denn wenn man der Volkssage Glauben schenken wollte, so müßte die Lagunenstadt den größten Theil ihres Reichthums aus der Beute gezogen haben, welche in alter Zeit durch „Walen und Venesen" aus dem Voigtlande fortgeschleppt wurde; der Triebelbach allein gilt dem Volke eine Tonne Goldes werth. Im Jahre 1649 wurden 224 Perlen, worunter 16 große, vorzüglich schöne und 45 ganz helle waren, im Jahre 1672 aber 294 eingeliefert. Man suchte die Muscheln gegen Diebereien zu schützen, weshalb die Bäche eine Zeit lang von „Strandläufern" bewacht wurden; man sorgte für ihre Gesundheit so umfassend, daß gegen die ölsnitzer Stadtgemeinde wegen Verunreinigung der Elster processirt wurde; man besetzte mehrere Nebenbäche wie die Triebel und Trieb künstlich mit Muscheln: aber trotz alledem verringerte sich der Ertrag statt sich zu vermehren, sodaß wiederholt die Rede davon gewesen sein soll, das Regal aufzugeben. Im Jahre 1703 fanden sich unter der Gesammtbeute von 247 Perlen nur fünf gute. Als Ursache des geringen Ertrags hört man verschiedenes angeben. Die Chronisten klagen fremde Soldaten roher Razzias an. Widrige Naturereignisse, wie der trockene Sommer von 1842, in dem manche Bäche ausblieben, haben die Muscheln decimirt. Die Hauptschuld wird aber dem Menschen beigemessen, der durch sein Umsichgreifen so manche Bewohner der Wildniß der Vernichtung zuführt. An manchen Perlengewässern sind Fabriken errichtet worden, deren ungesunde Abfälle das Leben des Thiers beschädigen. Noch verderblicher aber wurde seit dem 17. Jahrhundert den Muscheln das Flößen des Brennholzes, wodurch viele im Schutte begraben wurden. Der Hauptgrund der Verminderung der Perlen mag wol aber der sein, daß die ersten Fischer jungfräuliche Bäche durchsuchten, in denen die langlebigen Muscheln Zeit gehabt hatten, ihre Schätze anzuhäufen. Zur Ausbildung großer Perlen ist aber längere Zeit nöthig. Durch wiederholte Beobachtung von Muscheln, die durch künstliche Merkmale kenntlich waren, fand man, daß eine nadelkopfgroße Perle erst in 12 Jahren die Größe einer kleinen Erbse erreichte, daß also eine große Perle nicht unter 20 Jahre alt sein könne. Die heutigen Perlenfischer hegen aber die einzelnen Bezirke der Reviere höchstens 10 Jahre. Die Gewässer wurden Anfang des vorigen Jahrhunderts in ihrem Laufe in 10 Re- stricte abgetheilt, von denen einer der Reihe nach jährli- Fischern unter Aufsicht von dazu beorderten Aufsehern be-

keine große Mühe macht, da sie an den meisten Stellen in so niedrigem Wasser vorkommen, daß sie der Perlenfischer, ohne untertauchen zu müssen, mit der Hand ergreifen kann. Die Fischerei wird gewöhnlich vom May bis September vorgenommen und dauert circa 16 Wochen. Die Muscheln werden gleich nach dem Fange behutsam mit einem Messer geöffnet, ihre Schalen mit einer Schraubzange auseinander gehalten und dann die Perlen mit einer Zange oder einem Haken aus den Weichtheilen des Thieres hervorgeholt heraus wird die Muschel wieder geschlossen und in das Wasser geworfen.

Von den Jahren 1719—1804 wurden auf diese Weise in der Gegend 11286 Perlen im Werthe von etwa 10000 Thlrn. gefunden; von 1804—25 aber 2458, für welche 2150 Thlr. gelöst wurden; von 1826—36 gab die Fischerei einen Ertrag von 1549 Perlen (wovon 919 erster Klasse, 105 Sand- und Krüppelperlen waren), im Werthe von 899 Thlrn. Der Gesammtertrag der voigtländischen Perlenfischerei von 1719—1836, in welchem Zeitraum 15393 Perlen gefunden wurden, berechnet man also auf 13049 Thlr., woraus sich ein durchschnittlicher Jahresertrag von 111 Thlrn. ergibt.

Die schönsten aller Elsterperlen werden im Grünen Gewölbe in Dresden aufbewahrt; sie dürfen sich, wenn sie auch den als Gegenstück gezeigten orientalischen nicht ganz gleichkommen, doch ohne Unbescheidenheit neben denselben sehen lassen. Manche aufgefundene vorzügliche Exemplare werden von Sachverständigen auf 20 und mehr Thaler geschätzt und ein Collier von Elster

burg nicht unbeträchtliche Mengen Perlen, die sie in den dortigen Gewässern beim Baden aufgefunden und gesammelt hatten. Hinsichtlich der Wattawa in Böhmen ist Horazdowic der Ort, in dessen Umgegend die kostbarsten derselben gefunden werden; aber selbst bei Horazdowic gibt es nur eine nicht große Flußstrecke, wo die Perlen gedeihen. Dieselbe ist ein Eigenthum des Fürsten Kinsky, dem daher auch ausschließlich das Recht zur Perlenfischerei zusteht. Die Fischerei wird alle vier oder fünf Jahre vorgenommen. Im Jahre 1859 fand sie am 26. und 27. Aug. und zwar mit dem günstigsten Erfolge statt, denn in 24540 Muscheln fand man 706 Perlen, worunter mehrere rothe und halbweiße und 76 reinweiße. Der Werth dieser letztern wurde auf mindestens 1000 Fl. geschätzt.

Neuerdings sind auch in Amerika (seit 1857 in Texas) Flußperlenmuscheln aufgefunden worden. Im Colorado und seinen zahlreichen Nebenflüssen fanden sie sich an manchen Stellen in solcher Menge auf dem Grunde, daß derselbe wie damit gepflastert schien. Seit den ersten Nachrichten von den unvermutheten Fundorten sind ungefähr 20000 diverse Perlen gewonnen worden, da man bei niedrigem Wasserstande täglich mit Leichtigkeit eine Wagenladung dieser Muscheln gewinnt. Die meisten der darin befindlichen Perlen sind zwar klein, unansehnlich und nicht viel größer als ein kleines Schrotkorn, allein man fand auch eine bedeutende Anzahl von Pfefferkorngröße bis zur Größe einer Büchsenkugel; mit Zunahme der Größe mindert sich auch die Zahl derselben in dem Gehäuse. Die Formen derselben sind sehr verschieden, oft kugelrund, oft cylindrisch, elliptisch, halbkugelig, oft ganz willkürlich gestaltet. Die schönsten darunter haben einen milchweißen Silberglanz, viele aber sind röthlich, gelblich, bläulich, braun, wenige ganz grauschwarz; letztere haben natürlich fast gar keinen Werth. Es ist überhaupt noch abzuwarten, welchen Werth die bessern unter diesen texanischen Perlen behaupten werden, wenn sie in den Handel gelangen, da die dortige Perlenfischerei noch im Embryonalzustande existirt und bisjetzt für das Land selbst noch ohne Nutzen gewesen ist.

Vorläufig sind hauptsächlich nur der Llano und San-Saba ausgebeutet worden; ersterer Fluß durchfließt die Granitformation, die San-Saba die Kalkformation. Beide sind raschfließend, meist tief, oft schlammig und an ihren Ufern stark bewaldet. Gerade an schlammigen, schattigen Stellen finden sich die Muschelbänke in größter Menge. Die Länge der beiden Flüsse beträgt circa 150 Meilen. An den Quellen des Llano liegt das Fort Ternet, an denen der San-Saba das Fort Mac Kavitt. Der Llano ist in seiner gröss
Länge angesiedelt, die San-Saba aber durchfließt noch eine vol
Wildniß. Durch häufige tropische Regen schwillt die Wassermeng
bedeutend an, in welcher Zeit man den Muschelcolonien nicht e

apparat beikommen kann; auch kann die Perlenfischerei nur in den beiden Jahreszeiten (Frühling und Sommer) vorgenommen werden.

§. 479. Geschichtliches.

Die Perlen waren schon im höchsten Alterthume, besonders in Asien, dem Orient und Aegypten sehr geschätzt, denn die Völker dieser Länder hielten die Perlen für die schönsten Gaben des Elements, in welchem sie entstanden, würdig die Bildsäulen ihrer Götter und Göttinnen damit zu zieren. Deshalb wurden sie den werthvollsten Edelsteinen gleichgeachtet und standen demzufolge, auch mit dem Elfenbein, den edeln Metallen und den Wohlgerüchen und Spezereien aus Arabien, Sidon und Tyrus zusammengestellt, im Werth dem Golde gleich. Sie wurden daher schon in früher Zeit ein sehr bedeutender Handelsartikel des ersten handeltreibenden Volkes, der Phönizier (Matth. 13, 45—46).

Theophrast erwähnt ihrer schon, indem er sie zu den beliebtesten Steinen zählt: „sie sind von Natur durchsichtig und dienen zu kostbaren Halsbänden oder Halsschnuren; sie werden in einer den Pinnen ähnlichen Muschel gefunden, besonders in Indien und auf einigen Inseln im Rothen Meere. In Betreff der Größe gleichen sie großen Augen der Fische." Auch in den heiligen Schriften des Alten Testaments, von den Sängern des Alten Bundes werden sie rühmend erwähnt. Hiob, der nach Petavius 1575 v. Chr. Geb. starb, setzt sie unter die größten Kostbarkeiten (Hiob 28, 18; Spr. Sal. 3, 15 f.). Das machtberauschte babylonische Reich, die tyrischen Meer-

Verzierung angewendet haben, um seine Tochter damit zu schmücken; daher sind die ersten Anfänge der Perlengewinnung in Indien in mythisches Dunkel gehüllt. Nicht nur die durch Künstlerhand gemeißelten Göttinnen, sondern auch deren lebendige Stellvertreterinnen, die Frauen, wurden damit behangen und mit dem kostbaren Inhalte der Perlenmuscheln versehen. Indische Frauen trugen seit den ältesten Zeiten Goldzierathen, Schildpatt und Elfenbein, reich mit Perlen besetzt; ihre Haare schmückten sie mit Blumen und durchwoben sie mit Perlenschnüren, ebenso zierten sie Hals und Ohren mit Perlen. Arrian bemerkt, daß in Indien die Perle gegen das dreifache Gewicht an reinem Golde geschätzt werde, was aber viel zu niedrig angegeben ist, denn die heutigen Indier bezahlen, wie Legoux versichert, eine Kugelperle von schönem Wasser, die 9—10 Linien im Durchmesser hält, mit 3000 Rupien, und Garcias ab Horto gibt den Werth für eine, die 100 Gran wiegt, auf 1500 Friedrichsdor an. Merkwürdig war das Gesetz bei den Indiern, daß derjenige, der die Perlen und Edelsteine schlecht durchbohrte, nicht allein den Schaden ersetzen, sondern auch noch eine Geldstrafe von 250 Panas entrichten mußte, und wer jene Kostbarkeiten entwendete, hatte sein Leben verwirkt. Auch im fernen Osten, in China, galten die Perlen schon zu diesen Zeiten den chinesischen Urvölkern und hinterindischen Bewohnern als Amulete und zur Verzierung und Erhöhung der körperlichen Reize, ja sie wurden schon 2300 v. Chr. Geb. als Tribut und Steuern verwendet.

Daß die ältesten Colonien der Phönizier, welche schon früh durch die arabische Sandwüste den Weg nach den persischen Bahreininseln gefunden hatten, und die Pflanzstädte Griechenlands in Kleinasien und Italien die Perlen kannten und schätzten, daß Hellas und Rom sie benutzten, ist durch geschichtliche Ueberlieferungen festgestellt, allein ganz sicher weiß man es und allgemeiner kam ihr Gebrauch in die Mode, seit die siegreichen römischen Adler dauernd bis Syrien und Aegypten vorgedrungen waren. In Rom entfaltete sich in dem letzten Jahrhundert v. Chr. Geb. sehr bald ein so exorbitanter und verschwenderischer Perlenluxus, daß gleichzeitige Schriftsteller gegen diese verderbliche Manie eiferten. Die Römer nannten die großen kugelförmigen uniones, die birnenförmigen oder unsere Glockenperlen elenchi, die halbkugelförmigen tympania und welche die schönste weiße Farbe hatten exaluminati margaritae. Sie wurden auf der Insel Epiodorus durchbohrt, woher auch mit Perlen gestickte baumwollene Zeuge kamen, die den römischen Damen zu Falbeln an ihren Kleidern dienten, und der Hauptmarkt für das Ausland war zur Zeit des Verfassers der Küstenbeschreibung des Rothen Mee
Nelkinda. Pompejus, der siegreiche römische Feldherr, der Eroberer
tus und Syriens, fand in dem Palaste des Mithridates einen
den Schatz edler Perlen, daß dem capitolinischen Jupiter in

liches Weihgeschenk davon gebracht werden konnte und zwar in einer solchen Menge und Auswahl, daß dasselbe später ein beträchtliches und höchst werthvolles Perlenmuseum bildete. In seinem dritten Triumphe, den er wegen der Besiegung asiatischer Fürsten und Völker 61 v. Chr. hielt, führte er allein 33 Perlenkronen und sein Bildniß in Perlenmosaik auf. Diese Pracht mußte bei den Römern, die überhaupt das Seltene liebten, Lust zum Besitz eines so kostbaren Naturerzeugnisses erwecken, und Arrian erzählt, daß die Kaufleute, welche in Indien Waare einkauften, noch zu seiner Zeit viele Perlen von dort brachten, die von den reichen Römern so gierig gesucht wurden wie indess von den begüterten Griechen.

Allgemeiner und heftiger wurde die Sucht der Perlenverwendung nach der Eroberung Aegyptens durch die Römer. In diesem Lande eröffnete sich für die eingedrungenen Scharen dieser übermüthigen Ueberwinder eine reichliche Quelle von Beute, um nach der Schilderung Philo's, eines Legaten des römischen Kaisers Claudius, die Pracht Babylons, die Ueppigkeit des Königs Xerxes, die Schätze des Krösus und die Reichthümer und Herrlichkeiten Kleinasiens mitsammen zu vereinigen. Von dieser Zeit an wurde in Rom und den dazu gehörigen Ländern ein fast nameuloser Luxus mit Perlen getrieben und diese sich steigernde Liebhaberei erreichte, je mehr das kolossale Weltreich durch die Ueppigkeit seiner Bevölkerung dem Verfalle entgegenging, den höchsten Gipfel. Der Philosoph Seneca war sehr unwillig über die vielen Perlen, welche die Römerinnen in den Ohren trugen; der Unsinn der Frauen war so groß, daß sie sich nicht [illegible]

wähnt eine einzige Schnur guter Perlen, die nach unserm heutigen Gelde 54000 Thlr. kostete.

Anfangs zierte man nur die Tempel und Wohnzimmer damit aus, bald trug man sie aber auch an den Gewändern und das weibliche Geschlecht vorzüglich als Kopfputz, Halsverzierung und als Ohrgehänge u. s. w. Besonders bekamen die Sieger bei Wettkämpfen und Wettrennen im Circus Perlenschnuren zur Belohnung, weshalb die Perlenhändler (Margaritarii) sich häufig bei diesen Volksfesten einfanden.

Lollia Paulina, die Gattin Caligula's, hatte in ihrem Schmucke für mehr als $2^1/_2$ Mill. Thlr. Perlen und sie trieb die Verschwendung so weit, ihre Schuhe damit zu verzieren. Bei einem Mahle trug sie allein für 40 Mill. Sesterzien Perlen und Smaragden an Kopf-, Hals- und Armschmuck. Nero streute sie auf dem Bette seiner Ausschweifungen aus und bedeckte seine Günstlinge damit. Wie klein erscheint es dagegen, wenn der schöne Buckingham in den Salons Ludwig's XIII. und Anna's von Oesterreich für 300000 Fr. Perlen verschwendete. Schwelger lösten damals sogar kostbare Perlen in Essig auf und verschlangen diesen Kalktrank, wie Claudius, der bei einem Mahle aus dem Ohrgehänge der Metella eine Perle von einer Million Sesterzien an Werth nahm, sie in Essig auflöste und so der Gurgel weihte, und ebenso jedem seiner Gäste eine aufgelöste zu trinken gab. Auch der Kaiser Caligula pflegte seinen Gaumen durch solchen Trank zu kitzeln. In älterer Zeit wurde auch pulverisirte Perlensubstanz als Medicin verwendet, obgleich ihre Wirkung keine andere als die gewöhnliche von jedem kalkigen Mineral sein konnte. Die prachtliebende und verschwenderische Kleopatra, Königin von Aegypten, welche die zwei größten und schönsten Kugelperlen, die das Alterthum kannte, besaß, ging einst mit Antonius eine Wette ein, daß sie in einer Mahlzeit 10 Mill. Sesterzien oder eine Mill. Fl. verzehren wollte. Antonius, dem dies unglaublich schien, wurde davon überzeugt, indem sie eine von diesen Perlen aus ihrem Ohrgehänge nahm, diese in Essig auflöste und einschlürfte. So wollte sie es auch mit der Perle des andern Ohres machen, wenn nicht Lucius Plautus sie abgehalten und die Wette für gewonnen erklärt hätte, wodurch denn nach Kleopatra's Tode die gerettete Perle in die Hände der Römer kam und auf die oben angegebene Weise verwendet wurde.

Auch in den spätern Zeiten behaupteten die Perlen immer ihren hohen Ruf. Plinius gibt ihnen den nächsten Rang nach den Diamanten und Isidorus beginnt sein 10. Kapitel über die hellfarbigen Edelsteine mit den Perlen, welche unter ihnen den höchsten Rang behaupten. Die Perlen standen aber nicht nur bei den Völkern der östlichen Hemisphäre in hohem Werthe; ihre schönen Eigenschaften fesselten auch die amerikanischen Urbewohner schon lange vor der Entdeckung des neuen Welttheils und vor ihrer Berührung

den Europäern. Ja die Verwendung derselben stand bei den meisten der damaligen Völkerschaften in der üppigsten Blüte, als die spanischen Eroberer diese Reiche zerstörten. Im alten Peru standen die Perlen in so hohem Ansehen, daß sie nur Abkömmlinge von königlichem Blute tragen durften. Der Tempel des Montezuma in Mexico war nach Art des Tempels Salomonis mit Gold- und Silberblech ausgeschlagen, auf welch kostbarem Grunde die werthvollen Perlen angebracht waren. Auch in Florida fanden die Spanier einen großen Reichthum an Perlen.

§. 480. Große Perlen.

Eine der größten in Europa bekannt gewordenen Perlen, La Peregrina, die Unvergleichliche, genannt, wog 126 Karat und hatte die Form einer Birne. Gougibus von Calais brachte sie im Jahre 1620 aus Indien. Als er sie dem Könige von Spanien, Philipp IV., vorlegte, sagte dieser zu ihm: „Wie konntest du dein ganzes Vermögen an eine so geringe Sache wagen?“ — „Sire, ich dachte, daß es in der Welt einen König von Spanien gäbe, der nur dieselbe abkaufen würde“, war die Antwort des Kaufmanns. Diese stolze Perle gehört jetzt der Fürstin Youssopoff. Eine andere große Perle von Gestalt und Größe eines Taubeneies wog 134 Gran und kam von Panama. Sie gehörte Philipp II. von Spanien und wurde auf 50000 Dukaten geschätzt, während die vorige für 80000 Dukaten gekauft wurde. Kaiser Rudolf II. besaß nach Boëtius von Boot eine Perle von 180 Gran, und nicht viel geringer war die, welche Kaiser Napoleon I. in Berlin raubte und welche dann

einem gewissen Gewicht, beispielsweise 10 Karat, lassen ihnen enorme Preise erreichen, im Verhältniß zu den niedrigen Preisen der ganz kleinen, welche nach der Unze verkauft werden. Am meisten geschätzt sind die vollkommen runden oder rein birnenförmigen. Die Baroqueperlen werden nur in Polen und Spanien geschätzt und angewendet. Der Preis der Perlen ist im allgemeinen nach Größe, Schönheit und Seltenheit am Platze äußerst veränderlich. In Europa sind die vollkommen weißen Perlen am gesuchtesten und diejenigen, welche etwas ins Bläuliche fallen. Die Inder, Araber und Chinesen ziehen dagegen die von gelber oder gelblicher Färbung vor. Obgleich die weißen Perlen aber am besten aussehen, so verlieren sie doch Glanz und Farbe eher durch das Eindringen des Schweißes vom Menschen, weswegen die gelblichen dauerhafter sind. Perlen mit stark ausgesprochener Färbung haben, außer den rosenfarbigen, welche von Ceylon kommen, keinen Werth, höchstens für die Cabinete der Liebhaber.

Solche Perlen, welche eben aus den Fischereien kommen, führen den Namen Jungfernperlen. Der erste Käufer läßt dieselben häufig durchbohren (eine Arbeit, die in Betracht der geringen Härte derselben ziemlich leicht ist), um sie so aufzureihen, daß sie den schönsten Effect machen. Es ist dies eine große Kunst, gegen welche der neue Käufer beständig auf der Hut sein muß, denn auf weiße oder blaue Seide nach ihrer Färbung aufgereihte Perlen, welche Schnuren von $0{,}330^m$ — $0{,}390^m$ Länge bilden, sind gewöhnlich in der Weise geordnet, daß die verschiedenen Exemplare in ihrer Färbung einander ergänzen und so eine die andere entfärbt, sodaß es scheint, als sei die ganze Reihe von vollkommener Einfarbigkeit. Der geschickte Käufer täuscht sich hierin nicht; um sicherer den wahren Werth jeder Perle zu erfahren, prüft er eine nach der andern, indem er sie mit Sorgfalt von den benachbarten isolirt. Man vermeidet auf diese Weise den wechselseitigen Widerschein, welcher das geübteste Auge täuscht, wenn man Perlen in Masse betrachtet. Hierauf zählt man sie, wiegt die ganze Masse, zieht davon das Gewicht der Seide und der Goldknoten ab, wodurch sie befestigt sind, und bestimmt dann mittels Division das mittlere Gewicht jeder einzelnen Perle. Unter gewöhnlichen Verhältnissen kosten Perlen von

1 Gran	=	1/4 Karat	. . . . .	4 Fr.
2 »	=	1/2 »	. . . . .	10 »
3 »	=	3/4 »	. . . . .	25 »
4 »	=	1 »	. . . . .	50 »

Sind die Perlen schwerer als ein Karat, so werden sie nach dem Stück verkauft und es gilt hier im allgemeinen dieselbe Regel wie bei den Diamanten. Man multiplicirt die Summe der Karate (das Gewicht der Perle) mit sich selbst und das erhaltene Product mit der für das erste Karat fest-

gesetzten Summe. Ist z. B. eine Perle 6 Karat schwer, so würde die, die erste Karat zu 50 Fr. gerechnet, also 6 × 6 × 50 Fr. = 1800 Fr. kosten.

Unter dem Gewicht von 1 Gran verkauft man die Perlen nach der Unze. Baroqueperlen kosten 300—1000 Fr. die Unze, in Rußland durchschnittlich 120 Rubel Silber. Staubperlen, wenn sie schön rund sind, verkauft man immer noch mit 120 Fr. die Unze. Müßte man dieselben bei uns durchbohren, so würde dies den Preis verzehnfachen, aber die Inder, welche sie bewundernswürdig ausführen, haben dabei ein besonderes Verfahren und nehmen überdies wenig Gewinn.

Um einen Maßstab für die Schätzung größerer Perlen zu geben, wollen wir hier noch die Preise anführen, welche die berühmtesten französischen Juweliere für die Perlen des französischen Kronschatzes im Jahre 1791 festsetzten, deren Werth über 1 Mill. Fr. betrug.

Eine runde Jungfernperle von prachtvollem Schmelz und Wasser, $27^{5}/_{16}$ Karat schwer	200000 Fr.
Zwei wohlgebildete birnenförmige Perlen von sehr schönem Wasser, zusammen $57^{11}/_{16}$ Karat schwer	300000 »
Vier Pendeloqueperlen, zusammen $99^{6}{}_{16}$ Karat wiegend. . .	64000 »
Drei andere verschieden geformte von $114^{5}/_{16}$ Karat	60000 »
Vier verschieden geformte Perlen von $164^{6}/_{16}$ Karat zusammen	60000 »

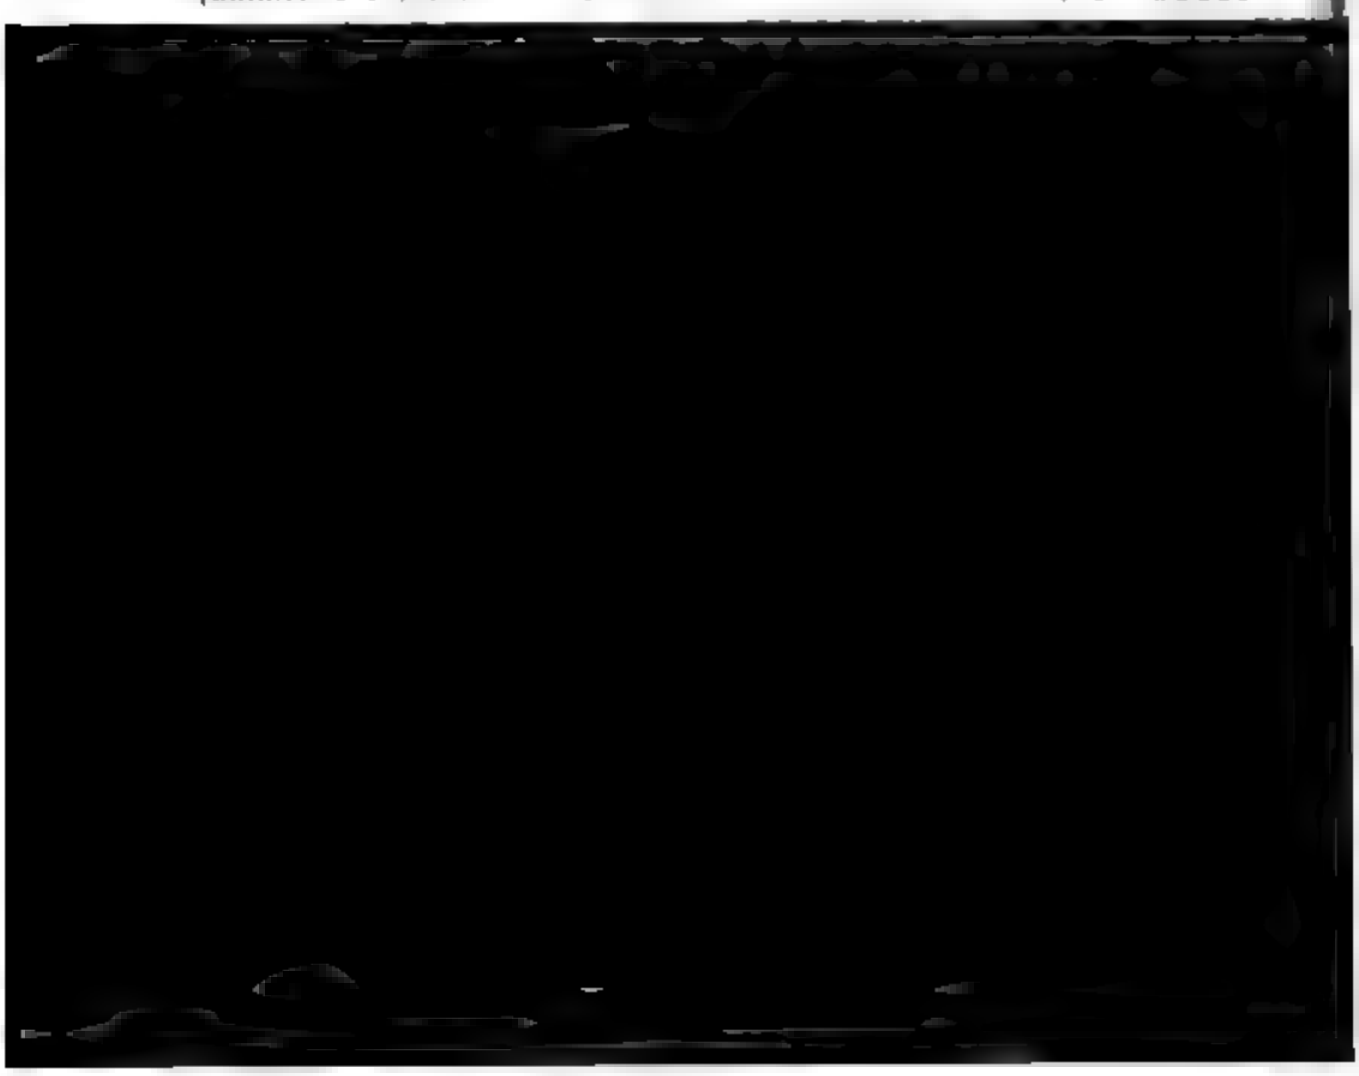

gescheitert. Die einzige Verbesserung, welche man bisjetzt kennt, ist die, ihnen mittels eines chemischen Verfahrens, aus dem man ein großes Geheimniß macht, einen gelblichen Schein zu verleihen. Das „Asiatic Journal" berichtet (Januar 1825), daß man in Ceylon die Perlen, welche im Laufe der Zeit den Glanz verloren haben, von Hühnern verschlingen läßt und dieselben eine Minute darauf tödtet. Die Perlen sollen sich dann im Magen ebenso schön wiederfinden, als sie in dem Augenblicke waren, als man sie aus der Muschel nahm. Bei dem außerordentlich sehnigen Magen der Vögel ist eine solche Politur durch die wurmförmigen Bewegungen desselben wol denkbar.

Durch den Einfluß der Zeit verschlechtern sich überhaupt die Perlen; auf der bloßen Haut getragen werden sie namentlich durch den Schweiß nach und nach trübe, vergilben und die Schönheit ihres Wassers vermindert sich. Auch die Hitze nimmt ihnen ihren Glanz. Um sie in ihrer ursprünglichen Schönheit wiederherzustellen, empfiehlt man Branntwein und Roggenmehl, Kuhmilch und Seife, auch Kohlenstaub oder eine Lauge von Weinsteinasche, worin man die Perlen kochen läßt. Ebenso lassen sie sich reinigen, wenn man Salz zwischen sie streut, sie in ein leinenes Tuch bindet und so lange in warmem Wasser spült, bis man glaubt, daß sich das Salz herausgezogen hat, worauf sie herausgenommen und getrocknet werden. Ein gutes Mittel soll ferner sein, daß man die Perlen entweder in ein feines Läppchen wickelt oder auf einen feinen Silberdraht aufreiht, in einen Teig von Gerstenmehl knetet und sie durch den Bäcker im Backofen gut ausbacken läßt; wenn dann das Brot, worin sie sich befinden, vollkommen erkaltet ist, so nimmt man sie heraus, wo sie dann ganz rein erscheinen sollen. Bei ganz alten Perlen aber, welche schon grün und blau aussehen, muß man kräftigere Mittel anwenden, wobei aber alle Vorsicht zu empfehlen ist, damit sie sich nicht auflösen. Solche Mittel sind starker, etwas erwärmter Weingeist, oder Schwefelsäure oder Scheidewasser, beide letztere aber zur Hälfte mit Wasser verdünnt. In einer dieser Flüssigkeiten läßt man die Perlen einige Minuten liegen, spült sie dann mit vielem Wasser ab und wiederholt dies Verfahren nöthigenfalls noch einmal. Wenn diese Mittel nicht die erwünschte Wirkung thun, so sind die Perlen von Natur schlecht, und kein anderes wird vermögend sein, solchen zu helfen.

§. 483. Nachahmung echter Perlen.

Die Kunst, echte Perlen nachzuahmen, schreibt man allgemein einem fertiger von Rosenkränzen, Namens Jacquin, zu, welcher im gegen das Ende der Regierung Heinrich's IV. lebte. F auf seinem Landhause zu Passy, als er in einem K tung der Weißbarsche (Leuciscus alburnus) wusch, sich durch die Reibung von den Bauchschuppen de

einen silbernen Schmelz ertheilte. Erkennend, daß dieser Silberschimmer ganz den Schmelz der Perlen hatte, kam er auf die Idee, die einzelnen Stäubchen durch einen zähen Schleim miteinander zu verbinden und mit dieser Flüssigkeit, der er den Namen Essence d'orient gab, das Innere kleiner, dünner Glaskugeln auszugießen und dieselben dann vollends mit Wachs zu füllen, um so die echten Perlen nachzuahmen.

Das Verfahren zur Darstellung künstlicher Perlen, wie es in den französischen Fabriken, welche jetzt fast ausschließlich diesen Industriezweig in die Hände genommen haben, gehandhabt wird, ist im allgemeinen folgendes. Aus einem opalartigen, sehr leicht schmelzbaren Glase bereitet man in den Glashütten Röhren von beiläufig 2 Fuß Länge, welche beinahe durchaus Haarröhrchen bilden. Diese zur Perlenfabrikation bestimmten Glasröhren kommen im Handel unter dem Namen Girasol vor; aus ihnen zieht der Arbeiter vor der Emaillirlampe Röhren von jener Dicke und Weite, wie sie sich für die Perlen, die er verfertigen will, eignen. Er arbeitet hierbei an einem dunkeln Orte, der nur durch das Licht seiner Lampe erhellt wird. Das Verfahren hierbei ist folgendes: Der Arbeiter faßt mit der rechten Hand ein Girasolstück und setzt das Gebläse, nachdem er den Docht der Lampe nach den Regeln der Kunst zugerichtet, mit dem Fuße in Bewegung. Der Wind, der das Gebläse liefert, geht durch ein gläsernes Löthrohr, richtet sich gegen die Flamme und erzeugt dadurch einen hellen Flammenkegel. An der Spitze dieses Flammenkegels bringt er nun das Ende des Girasolstücks zum Roth-

drücken der Röhre einander genähert und aneinander gelöthet, wo dann die durch den Mund eingeblasene Luft, indem sie Widerstand findet, die Kugel bildet, wenn das Glas an jener Stelle, an welcher die Kugel geformt werden soll, hinreichend erhitzt worden. 3) Müssen sich die Löcher in der Achse der Kugel einander gegenüber befinden und die Perle in zwei Halbkugeln theilen.

Wenn nun die Perle geblasen ist, so löst man sie oben und unten von der Giraffolröhre ab; dies geschieht mittels einer stählernen Klinge, welche die Arbeiter eine Feile zu nennen pflegen und welche das Glas mit größter Leichtigkeit mittels zweier Schläge, die man auf dasselbe macht, durchschneiden.

Dies ist das Verfahren bei den gewöhnlichen Perlen. Um denselben jedoch eine regelmäßigere Form zu geben, bedient man sich eines kleinen eisernen Hakens, den man in jenes Loch einführt, welches dem Feuer am stärksten ausgesetzt gewesen. Mit diesem Haken hebt man die Perlen empor und setzt das andere Ende, welches mit der Feile abgeschnitten worden, dem Lampenfeuer aus. Das Feuer bringt die Unebenheiten, die sich an dem Loche befinden, zum Schmelzen; es macht dasselbe eben, und diese Operation nennen die Arbeiter das Rändern (border). Die auf diese Weise behandelten Perlen geben beim Aufreihen regelmäßigere Perlenschnüre.

Will man Baroqueperlen verfertigen, so berührt man die geblasenen Perlen, während sie noch heiß und biegsam sind, sanft mit einem runden Körper oder mit dem Ende eines kalten und harten Stück Glases, sodaß deren Form dadurch einige Unregelmäßigkeiten erhält, wie man dieselben auch an den echten Perlen findet. Die ganze Kunst hierbei besteht darin, die Natur so täuschend als möglich nachzuahmen.

Man verfertigt auch noch eine andere Art von Perlen, die gewöhnlich sehr geschätzt und unter dem Namen perles à gorges bekannt sind. Man nimmt zu diesem Behufe eine Giraffolröhre und erhitzt sie ungefähr 3 Linien über einem ihrer Enden, um eine Perle von diesem Durchmesser daraus zu verfertigen. Dann zieht man die in Fluß gerathene Stelle leicht aus, um die Röhre an derselben zu verdünnen, und erhitzt hierauf den getrennten Theil, um dann nach dem eben angegebenen Verfahren eine Perle daraus zu verfertigen. Diese Perlen sind regelmäßiger, ihre Löcher viel kleiner und die Dicke des Glases in ihrer ganzen Oberfläche gleichmäßiger.

Um die Masse darzustellen, welche den falschen Perlen den Perlmutterglanz gibt, werden die obengenannten Fische bei dem Schwanze gefaßt und abgeschuppt, indem man die Schuppen von dem Schwanze gegen den Kopf hin abstreift, was ziemlich leicht zu bewerkstelligen ist. Von diesen Schuppen nimmt man nun 7 Pfd. mit einer hinreichenden Menge Wassers in ein Gefäß, welches oben weiter ist. Darin werden sie eine Viertelstunde lang mit

einem hölzernen Stempel bearbeitet, wobei man von Zeit zu Zeit Waſſer zu ſetzt, damit ſich von der ſchwarzen Subſtanz, die beim Abſeihen mit dem Waſſer abläuft, ſo viel als möglich abſcheide. Die ganze Manipulation wird dann noch einmal wiederholt, um den Schuppen allen glänzenden Stoff zu entziehen. Nach Beendigung dieſer Arbeit läßt man das Waſſer 24 Stunden lang ſtehen, nach welcher Zeit ſich der perlmutterartig glänzende Beſtandtheil vollkommen am Boden abgeſchieden hat. Die darüber ſtehende Flüſſigkeit wird entweder mit einem Heber abgenommen, oder durch einen an den Gefäße angebrachten Hahn abgelaſſen. Dieſen Bodenſatz bringt man nun in Flaſchen aus weißem Glas, die man zur Hälfte damit anfüllt und welche man dann vollends mit klarem Waſſer füllt, dem man zur Verhütung der faulen Gärung eine gewiſſe Quantität flüſſiges Ammonium zuſetzt. Die Flaſchen werden gut zugepfropft. Den nächſten Tag darauf, wo ſich der Bodenſatz wieder vollkommen abgeſchieden hat, gießt man das Waſſer, welches trüb geworden iſt, ab, oder man entfernt es durch einen Heber. Das abgezogene Waſſer wird dann durch friſches klares Waſſer, dem gleichfalls etwas Ammonium beigemengt worden, erſetzt. Dieſe Operation wird täglich wiederholt, bis die über dem Bodenſatze ſtehende Flüſſigkeit vollkommen klar bleibt, worauf man dann die Flaſchen zum Gebrauche aufbewahrt. Gut iſt es, wenn man ſich dieſer Subſtanz erſt nach einem Monate bedient, damit man alles Waſſer von derſelben entfernen kann und man nicht gezwungen iſt, einen zu dicken Leim, der die Arbeit erſchwert, anzuwenden. 7 Pfd. Fiſchſchuppen ge-

nannt, in welchem ein befeuchtetes Tuch eingebreitet ist. Mehrere andere halten zwischen dem Daumen und den vier übrigen Fingern zwei bis sechs Perlen und füllen diese mittels einer an dem einen Ende dünner zulaufenden Glasröhre zur Hälfte mit der Flüssigkeit, welche zu diesem Zwecke lauwarm und flüssig erhalten werden muß. Dann rollen sie diese Perlen zwischen den Fingern und thun sie in das Sieb, in welchem sie gleichfalls ohne Unterlaß bewegt werden, damit die Farbe auf der ganzen innern Oberfläche der Perlen gleichmäßig vertheilt werde. Wenn sich ungefähr 1000 Stück Perlen in einem Siebe befinden, so unterbricht man die Operation zwei bis drei Minuten lang, während welcher das Sieb beständig in Bewegung erhalten wird, und beginnt dann nach Ablauf dieser Zeit mit einem neuen Siebe.

Bei den Perlen von kleinerm Umfange, d. h. von 4 – 8 Linien im Durchmesser, befolgt man dasselbe Verfahren, nur breitet man kein befeuchtetes Tuch, sondern ein Blatt Papier in das Sieb.

Das Färben der kleinen Perlen geschieht auf eine weit schnellere Weise. Man nimmt eine Blechplatte mit aufgebogenem Rande, wirft die Perlen darauf und bewegt das Blech sanft. Die Perlen hören zu rollen auf, wenn sie sich auf eins ihrer Löcher gesetzt haben, und dadurch wird zugleich das andere Loch, durch welches die Farbe eingetragen wird, nach oben gekehrt. Sollen die Perlen nicht in Wachs gesetzt werden, so füllt man sie mit der Farbe und stopft damit das Loch zu; sollen sie hingegen in Wachs gesetzt werden, so gibt man Acht, daß sich das Loch beim Eintragen der Farbe nicht verstopfe, weil die Perlen sonst im Wachse nicht untersinken würden und weil die in den Perlen enthaltene Luft nicht entweichen könnte und das Wachs also nicht eindringen ließe. Wenn alle auf dem Blech befindlichen Perlen mit Farbe gefüllt worden, so breitet man sie zum Behufe des Trocknens auf einem Siebe aus. Das Trocknen erfolgt bei günstiger Witterung in zwei bis drei Tagen.

Die letzte Operation ist das Ausfüllen der Perlen mit Wachs. Man läßt zu diesem Zwecke schönes weißes Wachs in einem Gefäße zerfließen und füllt damit, wenn große Perlen mit Wachs eingelassen werden sollen, so viel Näpfchen, als man Arbeiter hat. Diese Näpfchen werden auf einen Wärmapparat gesetzt, damit das Wachs immer flüssig bleibe, und dieses Wachs wird dann auf dieselbe Weise wie die Farbe mit einer zulaufenden Röhre in die Perlen gefüllt. Das Wachs erstarrt hierbei schnell, ohne daß man ein Sieb anzuwenden brauchte.

Bei den kleinern Perlen geschieht das Einlassen mit Wachs nach einem schnellern Verfahren. Man bringt nämlich 8 – 10000 Perlen in ein Gefäß mit geschmolzenem Wachse, in welchem man sie untertaucht. Wenn alle Perlen untergegangen sind, so schließt man daraus, daß sie sich alle mit Wachs gefüllt haben, wo man sie dann mit einem Schaumlöffel herausnimmt und auf

einem reinen Tische ausbreitet. Wenn nun das Wachs zu gerinnen anfängt, so macht man sie mit einem Messer los und reibt sie stark zwischen den Händen, um dadurch den größten Theil des an den Perlen hängenden Wachses wegzuschaffen; dann reibt man die Perlen auf dem Tische ab, und zuletzt reibt man sie, um sie vollends von dem anklebenden Wachse zu befreien, so lange in Seifenwasser, bis sie vollkommen rein sind.

Auf die obenangegebene Weise bereitet man jetzt Perlen von so wunderbarer Schönheit, daß selbst die bewährtesten Kenner dieselben nicht ohne eingehende Prüfung von echten unterscheiden können. Die Herren Savary und Mosbach in Paris, die sich als die besten Nachahmer der Edelsteine auszeichnen, werden neben Constant Balès und Topard als die größten Meister in künstlichen Perlen gerühmt. Wie groß der Verbrauch solcher künstlichen Perlen ist, kann man daraus ersehen, daß allein von Paris aus jährlich für über 1 Million Fr. ins Ausland verführt werden und der Umsatz in Frankreich ebenfalls ein sehr bedeutender ist. Man verkauft dieselben in Reihen von 0,40^{m} Länge nach dem Dutzend; die Preise eines solchen variiren nach dem Grade der Schönheit und Größe. Die falschen Barocqueperlen jedoch werden nach dem Stück verkauft.

II. Korallen.

Lat. Corallia; franz. Corails; engl. Corals; ital. Corali.

Die Korallen sind das Erzeugniß von gallertartigen Schleimthieren, die zu der Klasse der Polypen gerechnet werden, von denen es viele Varietäten gibt, unter denen jedoch hier nur die Edelkoralle (Isis nobilis) aus der Familie der Rindenkorallen in Betracht kommt.

Der ganze Polypenstock derselben gleicht einem Baume mit blätterlosen Aesten (Fig. 199), dessen Stamm in seltenen Fällen sogar Mannsdicke erreichen soll, der aber für gewöhnlich nur einen Fuß hoch und unten ungefähr einen Zoll dick wird. Die kalkige Achse desselben, welche sich durch ihre große Härte und Polirfähigkeit sowie durch die lebhaft rothe Farbe auszeichnet, ist vollkommen ungegliedert, zusammenhängend und auf der Oberfläche mit feinen parallelen Streifen gezeichnet. Sie wird von einem lederartigen Ueberzuge umgeben, in dessen einzelnen Zellen die Polypen stecken. Meist versteinern diese Zellen ebenfalls und stellen sich dann als kurze Becherchen dar, welche der Achse aufsitzen. In dieser weichen Rindensubstanz, welche die Achse umgibt, sind ebenfalls Kalknadeln abgelagert und außerdem die Netze der gemeinschaftlichen Kanäle, welche die einzelnen Thierchen unter sich verbinden, sichtbar.

Die Polypen selbst bestehen aus einer weichen gallertartigen Substanz. Sitzen sie ungestört in ihren Zellen, so sieht man aus jeder derselben acht zarte, dreieckige, blattartige Fühler, welche an den Seiten gekerbt (Fig 200) und in einem einfachen Kreise um den Mund gestellt sind, heraushängen, mit welchen sie ihre Nahrung fangen und zu sich führen. Rührt man den Fühler eines solchen in der Zelle sitzenden Thierchens auch nur ganz leise an, so zieht es denselben augenblicklich zurück, und dies thun auch zu gleicher Zeit alle übrigen am ganzen Stamme, woraus sich mit Recht schließen läßt, daß sie alle ein gemeinschaftliches Gefühl besitzen und durch eine wunderbare Organisation so mit dem Stamme verbunden sind, daß sie zusammen ein Ganzes, nur Einen organisirten Körper ausmachen.

Obgleich aber die Polypen eine große Empfindlichkeit zeigen, so ist es doch noch nicht gelungen, Nerven oder Sinnesorgane bei ihnen wahrzunehmen. Auch die Verdauungsorgane stehen auf einer sehr niedern Stufe der Entwickelung. Der runde in der Mitte der Fühler angebrachte Mund führt in eine weite Magentasche, welche sich nach hinten frei durch offene Spalten in die Leibeshöhle öffnet, sodaß Wasser und Nahrungsstoffe gemeinschaftlich durch diese hintern Oeffnungen in die Leibeshöhle übergehen. Diese ist durch häutige Blätter, welche in dem untern Theile der Leibeshöhle nach innen zu frei sind, aber sich an die Magenwandung ansetzen und auf ihrem freien gekrauste Rande die männlichen oder weiblichen Geschlechtsorgane tragen, in eine große Anzahl von Taschen oder Kammern zerfällt. Bei den gemeinschaftlich lebenden Polypen, wie bei der Edelkoralle, geht die Leibeshöhle, in welcher der Nahrungssaft mit Wasser vermischt beständig hin- und hercirculirt, in ein Netz von Gefäßen über, welches sich in der gemeinschaftlichen Masse des Polypenstocks hinzieht und mit allen übrigen Polypen in directer Communication steht. Der Strom der Flüssigkeit, welcher durch diese Gefäße läuft, wird durch zarte flimmernde Wimpern bedingt, und geht an der einen Seite der Fühler bis zu deren Spitze, um auf der andern Seite wieder hinabzugleiten. Da die Polypen die Oeffnungen der Magenhöhle gegen die Leibeshöhle hin nach Belieben durch Zusammenziehung schließen können, so hängt es von ihrem Willen ab, welche Stoffe sie in die Leibeshöhle übertreiben, welche durch den Mund wieder auswerfen wollen.

blatter durch Auflage neuer Schichten auf der dem Polypen zugewandten Seite. Die Versteinerung, welche in der Haut des hintern Leibesbeutels vor sich geht und welche die Zelle selbst für den Leib des einzelnen Polypen bildet, strahlt von einzelnen Punkten des Gewebes aus und entwickelt sich in dem Maße nach bestimmten mathematischen Gesetzen, wie die Knospen der Polypen selbst sich ausbilden.

Die Nahrung der lebenden Polypenthiere besteht offenbar aus kleinen thierischen und pflanzlichen Partikelchen, welche durch die Strömung ihnen zugeführt werden. Das Entfalten und Schließen ihrer Arme, wie überhaupt ihre ganzen Lebensverrichtungen, sind meist äußerst träge; doch bemerkt man deutlich Empfindlichkeit gegen das Licht und gegen Berührungen oder Wasserströmungen, welche plötzliches Zurückziehen in die Zelle verursachen. Die Korallenstöcke selbst dienen einer Unzahl von Muscheln, Schnecken, Würmern und Fischen zum Wohnort und Schlupfwinkel und viele dieser Thiere nähren sich auch von den Polypen, indem sie dieselben mit ihren scharfen Zungen und Kiefern abnagen oder auch die Zellen selbst zwischen den Zähnen zermalmen.

Die Heimat der Edelkoralle ist das Mittelmeer, wo sie besonders an der afrikanischen Küste in Ritzen und Spalten der Felsen wächst und mit eigenen Instrumenten und Schleppnetzen abgerissen wird, was stets eine langwierige Operation ist, da sie sich bis in eine Tiefe von 700 Fuß anbaut und die größten Stöcke meist nur in dunkeln seitlichen Spalten der Felsen sich finden. Für die Fischer des Mittelmeers ist der Korallenfang eine ebenso reiche Quelle von Sagen und abenteuerlichen Geschichten, wie für die Bewohner des Binnenlandes die eingegrabenen Schätze und die mineralischen Reichthümer im Innern der Berge.

Da die Edelkoralle zu allerlei Kunstwerken verarbeitet wird, und man sie besonders in Indien fast den Edelsteinen gleichachtet, so treibt man auch die Fischerei derselben an mehreren Orten mit großem Eifer, namentlich an den Küsten von Tunis, Algier, Corsica u. s. w.

An der afrikanischen Küste ist Calle der Punkt, woher seit Jahren die größte Quantität Korallen bezogen wird. Obwol die Fischerei gewöhnlich durch Malteser betrieben wird, so ist diese Industrie doch eigentlich französischen Ursprungs. Schon seit dem Jahre 1450 hatte Frankreich dort ein Etablissement, dessen Thätigkeit vorzüglich auf die Korallenfischerei gerichtet war. Dieselbe wurde durch eine Gesellschaft betrieben, welche das Privilegium dazu unter der Bedingung erhalten hatte, nur provenzalische Fischer zu verwenden. Seit dem Jahre 1791, wo dieses Vorrecht erlosch, war die Fischerei für alle Franzosen frei, welche mit der Levante und den Barbareskenstaaten Handel trieben, aber sie wurde bald durch die Italiener an sich gebracht, welche, Herren des alten Etablissements der Gesellschaft geworden, in den Dienst des

Staats traten, indem sie einen Theil der Ausbeute an denselben abgaben. Im Jahre 1794 schuf ein Decret des Convents eine neue Gesellschaft, die nur französische Seeleute zulassen und ihre Schiffe nur in französischen Häfen ausrüsten sollte. Im Jahre 1802 wurde Calle durch die Engländer in Besitz genommen, die es erst 1816 zurückgaben, und welche während dieses Zeitraums die Fischerei in großem Maßstabe betrieben, sodaß sie nicht weniger als 400 Barken dazu verwendeten. Seit 1830 ist die Fischerei der Korallen von neuem Regal der französischen Verwaltung und die Italiener, welche sich damit beschäftigen, sind wieder wie früher verpflichtet, eine Abgabe zu zahlen, von welcher die französischen Schiffe frei sind. Dessenungeachtet ist aber die Zahl der letztern bedeutend geringer als die der fremden Schiffe. Livorno sendet allein jährlich 30 Tartanen aus, und in frühern Zeiten segelten von Torre del Greco bei Neapel nach den afrikanischen Gestaden in der Regel bei 150 Korallenfischer aus; im Jahre 1857 wurde die Zahl der Schiffe durch Fürsorge des neapolitanischen Königs um mehr als 100 vermehrt. Ein jedes dieser Korallenschiffe ist mit 12 oder 13 Matrosen bemannt, was beiläufig also nahe an 3200 Mann ausmacht, von welchen infolge alten Herkommens, das streng beobachtet wird, nicht weniger als der fünfte Theil aus Torre del Greco gebürtig sein muß. Die Schiffe laufen mit Anfang März aus und kehren im Laufe Octobers wieder heim. Daß der Gewinn, den sie machen, nicht unbeträchtlich ist, erhellt daraus, daß ein jeder Matrose außer freier Kost an Bord 60 Ducati (110 fl. C.-M.) für diese Fahrt als Löhnung bezieht. Die ansehn-

Koralle zwischen zwei schräg gegeneinander stehende Breichen geklemmt und fortwährend angefeuchtet werden muß, weil sonst der Körper in ausgetrocknetem Zustande leicht springt.

In Italien bohrt man jede einzelne Koralle noch mit der Hand. Karl Hoffmann in Leipzig hat dagegen eine Maschine (Fig. 201) zum Bohren der Korallen construirt, welche den Artikel wahrscheinlich wohlfeiler machen wird. Dieselbe besteht ihrem Princip nach aus drei Haupttheilen. Der erste ist ein $10^1/_2$ Zoll im Durchmesser haltender Teller, welcher mit 42 schräg gegen den etwas erhöhten Rand drückenden Federn zum Festhalten der zu bohrenden Korallen versehen ist und mit Leichtigkeit aus der Maschine herausgenommen und in dieselbe wieder eingesetzt werden kann. Den zweiten Haupttheil bilden die 42 Bohrer, welche, von oben nach unten gerichtet, einen Kreis um die Maschine bilden und mit ihren Spitzen genau auf die in dem unterhalb befindlichen Teller eingesetzten Korallen zielen. In Rotation gesetzt werden sie durch eine, einen ähnlichen Kreis bildende Reihe von stählernen Rädern, die sämmtlich durch ein großes messingenes Rad, dessen Achse in dem Centrum des eben erwähnten Kreises liegt, bewegt werden, welches seinerseits durch ein großes, mit einer anderweitigen (Dampf-) Maschine in Verbindung zu setzendes oder auch durch die Hand eines Menschen zu bewegendes Schwungrad in eine rasche Drehung gebracht werden kann. Diese Drehung wird nun in einer bedeutenden Steigerung auf jedes der kleinern stählernen Räder übertragen, wodurch die Rotation der Bohrer, welche von jenen abhängt, und zwar in einer abermaligen Vergrößerung der Geschwindigkeit veranlaßt wird. Der dritte Haupttheil besteht in einem Hebel, vermittelst dessen der unter dem Räderwerk befindliche Teller in beliebiger Leichtigkeit oder Stärke an die Bohrer angedrückt werden kann. Auch ist die Maschine mit einem Auslösungsmechanismus versehen, vermittelst dessen der Teller mit den Korallen behufs der Inspicirung und Regulirung des Bohrens aus der Maschine genommen werden kann, ohne daß deshalb die Bewegung der Räder sistirt zu werden braucht, was besonders bei der Verbindung des Schwungrades mit einem anderweitigen Triebwerk seine Unbequemlichkeiten und Schwierigkeiten mit sich bringen müßte. Der ganze Apparat ruht auf drei messingenen Säulen, zwischen denen das Räderwerk und der Teller befestigt ist. Sie hat eine Höhe von circa 1 Fuß und einen Umfang von gleichem Durchmesser, mit Ausnahme des Hebels, welcher auf der einen Seite hervorsteht.

Die durchbohrten Korallen werden hierauf auf einen Drahtstift gereiht und mit Sandstein geglättet, alsdann wird jede Perle auf einer Drehscheibe rund geschliffen und zuletzt noch einmal mit Oel polirt. Die nun so behandelten fertigen Perlen werden nach ihren verschiedenen Nuancen und nach ihrer Größe in siebartigen Näpfchen sortirt. Je größer eine Koralle und je lebhafter ihre

Farbe ist, desto höher steigt sie im Werthe und Preise; eine echte untadelhafte Koralle von der Größe einer Flintenkugel kostet im Handel z. B. bis drei Dukaten. Die kleinern, rothen, von der Größe der Perlgraupen werden zu Korallenperlen in eigenen Fabriken verarbeitet und werden nach ihrer größern oder geringern Schönheit: erstes, zweites, drittes Blut, Blutschaum oder Blutblume genannt. In Italien unterscheidet man beim Verkauf sechs verschiedene Sorten.

Die Verarbeitung der Korallen erfolgt vorzugsweise zu Marseille (Fabriken von Barbaroux und Garaudy und Söhne); Genua und Livorno. In letzterm Orte existiren außer einigen kleinern allein vier große Etablissements, von denen jedes 250 — 300 Arbeiterinnen beschäftigt. Der größte Theil der Erzeugnisse dieser Fabriken geht über Marseille nach Ostindien, wo jährlich für 8,800000 Fr. eingeführt werden; zu Madras allein sollen sich jetzt 30000 Menschen mit Verfertigung von Frauenputz aus Korallen, Perlmutter und Glas beschäftigen. Der Verbrauch in Europa ist mit Ausnahme von Rußland, wo dieser Artikel sehr gesucht ist, nur gering.

Wie groß der Verbrauch von Korallen im allgemeinen ist, kann man aus den Berichten über die Aus- und Einfuhr derselben in Frankreich schließen. Im Jahre 1856 wurden in Frankreich 16133 Kilos rohe Korallen (3056 von den beiden Sicilien, 3952 von Spanien, 2443 aus Sardinien, 1132 aus Toscana, 4839 aus Algier und 711 aus andern Ländern) eingeführt, im Werthe von 33 Fr. das Kilogramm, und außerdem noch 7318 geschnittene im Werth von 210 Fr. das Kilogramm. Ausgeführt wurden 21128 Kilogramm rohe und 9716 Kilogramm geschnittene Korallen. Im Jahre 1857 betrug die Einfuhr nur 9299 Kilogramm, die Ausfuhr hob sich dagegen auf 22340 Kilogramm rohe und 12201 Kilogramm geschliffene, aber nicht gefaßte Korallen.

Am geschätztesten waren die Korallen in Europa, namentlich die von einem schönen Blutroth, zu Ende des vorigen und Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts, wo man eine Menge Schmuckgegenstände, wie Ohrgehänge, kleine Knöpfe, Perlen zu Hals- und Armschmuck, Brochen, Uhrberloquen u. s. w. daraus schnitt. Dann ging die Mode darüber hin und die Korallen sanken im Preise; 10 oder 15 Jahre später kamen sie wieder auf, aber als Cameen zu Brochen, Braceletts, Nadeln u. s. w. verarbeitet, die ziemlich theuer verkauft wurden. Da aber die Ausführung derselben meist sehr unvollkommen war, so kamen sie bald wieder in Vergessenheit und man beschäftigte sich nur noch mit den Korallen hinsichtlich ihres Exports nach dem Orient. Dort werden sie außerordentlich hoch geschätzt. Jeder Orientale strebt danach eine Schnur Korallen an seinen Turban zu heften oder mindestens den Griff seines *Dolches mit* ihnen zu schmücken. In Indien glaubt man den Leichnam eines

geliebten Todten den feindlichen Mächten zu überliefern, wenn man ihn ohne einen Schmuck von Korallen ins Grab legt. Die Braminen und die indiſchen Fakirs benutzen Korallenperlen auch als eine Art Roſenkranz, um ihre Gebete daran abzuzählen. Es gibt faſt keine Indierin, die nicht wenigſtens ein Armband von einer oder zwei Reihen Korallen trägt, die meiſten tragen eins an jedem Arme; die Reichen machen Kopf-, Hals- und Beinſchmuck daraus, indem ſie dieſelben bald zu Ketten verwenden, bald in Roſetten von Gold und Silber einfaſſen. Dieſen Korallenſchmuck ziehen die Indierinnen noch ihren werthvollen Diamanten vor, da die rothe Farbe ihren olivenfarbigen oder braunen Teint lieblich hebt. Seit einigen Jahren ſcheint auch bei uns die Koralle wieder in Aufnahme zu kommen, aber weniger die von blutrother als die von roſenrother Farbe, welche man als glatte Perlen geſchnitten jetzt viel als Halsſchmuck trägt. Der Schmuck aus denſelben iſt daher in ſo enormer Weiſe geſtiegen, daß man im Jahre 1859 für eine Halsſchnur 500 Fr. zahlte, die im Jahre 1800 wegen ihrer bleichen Farbe nicht 50 werth war. Der Werth der Korallen iſt in ihren verſchiedenen Sorten überhaupt ſo verſchieden, daß beſtimmte Angaben darüber nicht zu machen ſind. In Frankreich ſchätzt man den Werth ſämmtlicher Gegenſtände, welche aus Korallen verfertigt werden, auf jährlich 6 Millionen Fr. Die Korallenperlen werden in Bunden (Mazzi) verkauft, d. h. im Sortiment, das aus einer Anzahl Schnuren (Fila), auf blauen ſtarken Zwirn gereiht, beſteht und ein gewiſſes Gewicht hat.

Unechte Korallen macht man aus gebeizten Knochen, aus einer Miſchung von Gips, Zinnober und Gummi, ferner aus Hirſchhorn und Bockshornmaſſe, die in ſcharfer Lauge aufgelöſt und mit Zinnober und Kalkſtaub verſetzt wird.

[redacted]

Zweiter Anhang.

Tabellen

zur Bestimmung der am häufigsten im Handel vorkommenden Schmucksteine.

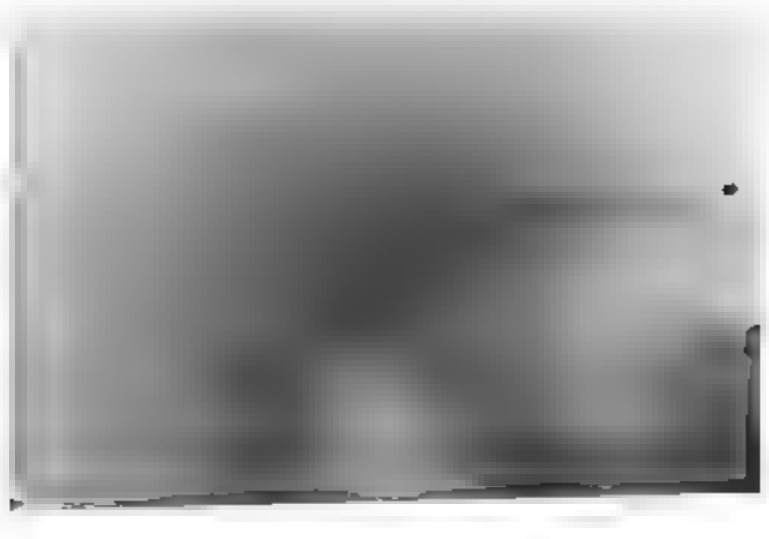

Tabelle I.

Art.	Farbennuancen und Glanz.	Specifisches Gewicht.	Härte.	Strahlenbrechung.
1. Diamant. 171. Diejenigen Diam., die auf verschiedene Weise gefärbt sind, werden durch die nämlichen Kriterien erkannt.	Höchst lebhafter Glanz (Diamantglanz, der bisweilen in den halbmetallischen Glanz übergeht. 176.	3,4 — 3,6, meist aber 3,53–3,55. S. 174.	10. Ritzt alle Körper, ohne selbst von andern geritzt zu werden. S. 173.	Einfach (was die Ausnahmen betrifft, s. S. 176.
2. Weißer Sapphir. 259. (Varietät des Korund.)	Sehr lebhafter Glanz, der dem des Diamants am nächsten kommt.	3,9 – 4.	9. Ritzt den Topas, Granat u. Bergkrystall und wird selbst nur vom Diamant und den Schmucksteinen der Korundfamilie geritzt.	Doppelt in geringem Grade.
3. Spinell. 284.	Glanz ziemlich lebhaft.	3,5 — 3,8.	8. Ritzt den Bergkrystall stark, aber weniger als der Korund.	Einfach.
4. Zirkon. 294.	Lebhafter diamantartiger Glanz und große Klarheit.	4,4 — 4,7.	7,5. Ritzt den Bergkrystall in mittlerm Grade.	Doppelt in sehr hohem Grade.
5. Weißer Topas. 301. (Wassertropfen, goutte d'eau, pingos d'agoa.)	Glanz sehr lebhaft; von ausgezeichneter Klarheit.	3,4 — 3,6.	8. Ritzt den Bergkrystall, jedoch weniger als Sapphir und Spinell.	Verdoppelnd in mittlerm Grade.
6. Bergkrystall. 369	Glasglanz.	2,65.	7. Ritzt das weiße Glas stark.	Verdoppelnd in mittlerm Grade.

ıfferhelle Edelsteine.

ıer der › Reiben angten tricität.	Elektricität durch Wärme mitgetheilt.	Wirkung auf den Magnet.	Besondere Bemerkungen.	Vorkommen im Handel.
gefähr Stunde, weni-, selten ıehr.	—	—	Phosphoreſcirt durch Erwärmen und durch Inſolation, 178; gepulvert verbrennt er auf glühendem Platinblech, ohne einen Rückſtand zu laſſen.	Außerordentlich häufig; im Verhältniß zum Preiſe häufiger als ſämmtliche andern Schmuckſteine.
ehrere unden.	—	—	Erwärmte Bruchſtücke phosphoreſciren mit glänzendem Lichte.	Selten.
—	—	—	Kann wegen der einfachen Strahlenbrechung u. Gleichheit des Gewichts und der Kryſtallform (Octaëder) leicht mit dem Diamant verwechſelt werden, unterſcheidet ſich aber weſentlich durch geringere Härte und Glanz.	Nicht häufig, nur im Maſſenhandel häufig dem Diamant untergeſchoben.
—	—	—	Iſt gewöhnlich waſſerhell gebrannter Hyacinth (ſ. d.).	Nicht ſelten, häufig als Verfälſchung des Diamants.
ıweilen Stun-ı, auch inger.	Bei manchen braſilianiſchen und ſibiriſchen ſtark merkbar.	—	Erwärmt phosphoreſcirt er in Bruchſtücken mit hellem Schein.	Sehr häufig; manchmal auch unter dem Namen Aquamarin im Handel vorkommend.
ıgefähr Stunde, ſelten nehr.	—	—	Enthält häufig haar- oder nadelförmige Einſchlüſſe anderer Mineralien und führt dann den Namen Venushaar, Liebespfeil u. ſ. w.	

Tabelle

Art.	Farbennuancen und Glanz.	Specifisches Gewicht.	Härte.	Strahlenbrech
1. Orientalischer Rubin. 272. (Abänderung des Korund.)	Karmoisinroth, cochenilleroth, meist sehr dunkel; auch karmin-, fleisch- und rosenroth, in manchen Stücken ein milchigter Widerschein; meist mit starkem Stich ins Violette, besonders beim Durchsehen, wenn man den Stein nahe ans Auge bringt.	4,06–4,08.	9. Ritzt Topas, Granat u. Bergkrystall stark wird selbst nur vom Diamant oder den Schmuckreinen der Korundfamilie geritzt.	Doppelt in gro Grade.
2. Rubin-Spinell. 290. (Abänderung des Spinells.)	Licht ponceauroth oder dunkel rosenroth; ohne milchigten Abglanz; beim Durchsehen und nahe ans Auge gehalten nur einen schwachen Schimmer ins Rosenrothe zeigend.	3,5—3,8.	8. Ritzt den Bergkrystall stark, aber weniger als der Korund.	Einfach.
3. Rubin-Balais. 290. (Abänderung des Spinells.	Rosenroth, etwas dunkel, gern mit einem Stich ins Blaue; zeigt häufig einen milchartigen Lichtschimmer.	3,5—3,8.	Ebenso.	Ebenso.
4. Almandin-Spinell. 290. (Varietät des Spinells.)	Cochenilleroth ins Blaue und Violette stechend bis violblau und röthlichbraun.	3,5—3,8.	Ebenso.	Ebenso.
5. Brasilianischer Rubin. 303. (Abänderung des Topas.)	Meist hell, rosenroth, doch auch bis dunkel karmoisinroth.	3,4—3,6.	8. Ritzt den Bergkrystall, aber weniger als der Spinell.	Verdoppelnd in lerm Grade
6. Almandin, sirischer Granat (Abänderung des Granats). 325.	Roth mit einem Stich ins Violett, etwas sammtartig; sehr stark glänzend.	4,0—4,2.	7—8. Ritzt den Bergkrystall mittelmäßig stark.	Einfach.
7. Böhmischer Granat und Granat von Ceylon (eine andere Abänderung des Granats). 328.	Dunkel hyacinthroth bis blutroth.	3,69—3,78.	7,5. Ebenso.	Ebenso.
8. Siberischer Turmalin. 339.	Karmin-, hyacinth-, purpur- und rosenroth ins Violblaue stechend, meist düster; zuweilen läßt er beim Durchsehen nach einer Richtung die rothe, nach einer andern die blaue Farbe wahrnehmen.	3,0 3,1.	7—7,5. Ritzt den Bergkrystall, aber nur schwach.	Verdoppelnd in m Grade. Bei manche cken erscheint das D Nadel nur wie ein S oder auch gar nicht man den Versuch be anstellt. Nachts kan mittels eines Kerze beide Bilder deutlich

[redacted]

he Edelsteine.

er der Weiden- ngten rieität.	Elektricität durch Wärme mitgetheilt.	Wirkung auf den Magnet.	Besondere Bemerkungen.	Vorkommen im Handel.
hrere nden.	—		Erwärmte Bruchstücke phosphoresciren mit glänzendem Lichte, zeigt gern weiße Flecke, die man ihm jedoch durch vorsichtiges Glühen nehmen kann, 263; vor dem Löthrohr wird er erst farblos, dann grün und zuletzt wieder schön roth, ein ungefährlicher Versuch, da er keine Risse durchs Erhitzen bekommt.	Nicht zu häufig.
—	—		Wird beim Erhitzen vor dem Löthrohre farblos und dann wieder schön roth, aber nicht grün wie der oriental. Rubin. Das Experiment ist mit Vorsicht zu machen, weil der Stein leicht Risse bekommt.	Ziemlich häufig, meist aber unter dem Namen „orientalischer Rubin".
		—	Ebenso.	Ziemlich häufig.
—	—	—	Ebenso.	Ziemlich häufig, meist aber unter dem Namen „orientalischer Rubin".
s 24 anden änger.	Merkbar.	—	Erwärmte Bruchstücke phosphoresciren mit bläulichem Lichte.	Die meisten im Handel vorkommenden waren ursprünglich gelbe brasilianische Topase, sind aber durch Brennen roth geworden. S. 303—306
—	—	Merkbar, sowol bei dem gewöhnlichen Versuch als bei Anwendung des doppelten Magnetismus.	—	Sehr häufig.
—	—	Ebenso.	Vor dem Löthrohre geglüht wird er schwarz und undurchsichtig, während der Abkühlung aber wieder roth und durchsichtig, stärker erhitzt schmilzt er schwierig zu einem schwarzen glänzenden Glase.	Sehr häufig; gewöhnlich mit leichtfertigem fehlerhaften Schnitt.
ehrere unden.	Merkbar.		Brennt sich vor dem Löthrohr weiß; die Krystalle sind quer gegen die Hauptachse am durchsichtigsten, schief oder parallel der Hauptachse aber werden sie trüb.	Nicht zu häufig [illegible] im geschliffenen meist für [illegible] Ru

Tabelle III.

Art.	Farbennuancen und Glanz.	Specifisches Gewicht.	Härte.	Strahlenbrechung.
1. Orientalischer Sapphir. 273. (Abänderung des Korund.)	Lebhaft berliner- oder smalteblau (männl. S. oder Indigosapphir; blaßblau mit einem Stich ins Weiße (weibl. S.); schwärzlich- oder grünlichblau und weniger durchsichtig (Katzensapphir). Sehr lebhafter Glanz.	4,06 4,08.	9. Ritzt Topas, Granat und Bergkrystall stark, wird selbst nur vom Diamant oder den übrigen Schmucksteinen der Korundfamilie geritzt.	Doppelt in geringem Grade.
2. Beryll oder **Aquamarin.** 318.	Reines lichtes Himmelblau, ins Grünlichblaue ziehend.	2,67—2,78.	7,5—8. Ritzt den Bergkrystall schwach.	Doppelt in geringem Grade.
3. Indikolith. 340. (Abänderung des Turmalin.)	Indig-, lasur- und berlinerblau, jedoch meist düster.	3,0 3,1.	7—7,5. Ritzt den Bergkrystall, aber nur schwach.	Doppelt, mit einem ähnlichen Verhalten in Betreff des zweiten Bildes, wie beim rothen Turmalin.
4. Luchs-Sapphir. 350. (Varietät des Cordierit.)	Indig- bis schwärzlichblau oder violblau in der Richtung der Hauptachse; gelblichgrau in der Querrichtung gegen dieselbe.	2,5—2,7.	7,0—7,5. Ritzt den Bergkrystall, aber nur schwach.	Doppelt in geringem Grade.
5. Cyanit. 357.	Berlinerblau bis himmelblau.	3,5 3,7.	5 7. Ritzt das weiße Glas nur mit gewissen Stellen.	Doppelt.

Blaue Steine.

Dauer der durch Reiben erlangten Elektricität.	Elektricität durch Wärme mitgetheilt.	Wirkung auf den Magnet.	Besondere Bemerkungen.	Vorkommen im Handel.
Mehrere Stunden.	—	—	Erwärmte Bruchstücke phosphoresciren mit bläulichem Lichte.	Nicht selten.
—	—	—	—	Ziemlich häufig.
Mehrere Stunden.	Merkbar.	—	Zeigt dieselben Erscheinungen wie der rothe Turmalin (Tab. II.)	Selten; kommt auch unter dem Namen brasilianischer Sapphir in den Handel.
¼ Stunde, selten mehr.	Bei manchen Exemplaren merkbar.	—	Läßt zuweilen einen eigenen sternförmigen Lichtschein, ähnlich jenem des Sternsapphirs wahrnehmen, besonders wenn er geschliffen ist.	Nicht häufig; ist er blaßblau, so führt er auch den Namen Wassersapphir; wird zuweilen auch, namentlich als Intaglie geschnitten, dem orientalischen Sapphir untergeschoben.
Erlangt durch Reibung bald + bald — Elektricität.	—	—	Erwärmte Bruchstücke phosphoresciren mit bläulichem Lichte; zeigt eigenthümliches Verhalten zum Erdmagnetismus.	In Deutschland selten, häufiger in Frankreich und Spanien und zwar unter dem Namen Sapparé.

Tabelle IV.

Art.	Farbennuancen und Glanz.	Specifisches Gewicht.	Härte.	Strahlenbrechung.
1. Orientalischer Smaragd. 274. (Abänderung des Korunds.)	Mehr oder weniger dunkles Grün, häufig mit einem Stich ins Gelbe.	4,06—4,08.	9 Rbt Granat, Topas und Bergkrystall stark, wird selbst nur vom Diamant oder den Schmucksteinen der Korundfamilie geritzt.	Doppelt in geringem Grade.
2. Peruanischer oder eigentlicher Smaragd. 310. (Abänderung des Berylls.)	Reines Smaragdgrün.	2,67—2,78.	7,5—8. Ritzt den Bergkrystall schwach.	Doppelt in geringem Grade.
3. Brasilianischer Smaragd. 340. (Varietät des Turmalins.)	Meist dunkelpistazien-, -oliven- oder grasgrün.	3,0—3,1.	7,0—7,5. Ritzt den Bergkrystall schwach.	Doppelt; in Betreff des zweiten Bildes dieselbe Erscheinung wie beim rothen Turmalin. (Tab. II.)
4. Chrysopras. 397. (Varietät des Quarzes	Apfelgrün, zuweilen auch grünlichblau, immer aber nur durchscheinend.	2,6.	7. Ritzt den Bergkrystall nicht, das weiße Glas nur schwach.	—

ne Steine.

r der Reiben gten icität.	Elektricität durch Wärme mitgetheilt.	Wirkung auf den Magnet.	Besondere Bemerkungen.	Vorkommen im Handel.
rere iden.	—	—	Erwärmte Bruchstücke phosphoresciren mit gelblichem Lichte. Erreicht in seiner Farbe nicht die Schönheit des eigentlichen (peruanischen) Smaragds, zeichnet sich aber vor ihm durch die Stärke des Glanzes aus.	Der seltenste aller Edelsteine, besonders mit gesättigter Farbe.
	—	—	Soll durch den Gebrauch an der Luft etwas blasser werden. Schmilzt vor dem Löthrohre bei anhaltendem Blasen zu schaumigem Glase.	Ziemlich häufig, jedoch selten in reinen, meist in rissigen und wolkigen Exemplaren.
rere iden.	Sehr merkbar.	—	Zeigt dieselben Erscheinungen wie der rothe Turmalin. (Tab. II.)	Nicht selten.
fähr unde, en hr.	—	—	Verliert bei längerm Gebrauche, namentlich zum Siegeln, seine Farbe; erlangt sie aber wieder, wenn er längere Zeit in feuchte Erde gegraben oder in befeuchtete Baumwolle eingewickelt und an einem dunkeln Orte aufbewahrt wird.	Ziemlich häufig.

Tabelle V.

Art.	Farbennuancen und Glanz.	Specifisches Gewicht.	Härte.	Strahlenbrechung.
1. Orientalischer Aquamarin. 273. (Varietät des Korunds.)	Sehr lebhaft glänzend.	4,00 4,08.	9. Ritzt den Topas, Granat und Bergkrystall stark, wird selbst nur vom Diamant und den Schmucksteinen der Korundfamilie geritzt.	Doppelt in geringem Grade.
2. Aquamarin aus Sibirien. 309 und 318. (Varietät des Smaragds u. des Berylls).	Lebhaft glänzend, stark gefärbt.	2,67 2,78.	7,5—8. Ritzt den Bergkrystall schwach.	Ebenso.
3. Topas (sibirischer oder tauriſcher). 302.	Von starkem Glanze, wasserheller Farbe, die stark ins Grüne oder Blaue fällt und von großer Klarheit.	3,4 3,6.	8. Ritzt den Bergkrystall stark, jedoch weniger als Sapphir und Korund.	Verdoppelnd in mittlerm Grade.

Grünlichblaue Steine.

Dauer der durch Reiben erlangten Elektricität.	Elektricität durch Wärme mitgetheilt.	Wirkung auf den Magnet.	Besondere Bemerkungen.	Vorkommen im Handel.
Mehrere Stunden.	—	—	Erwärmte Bruchstücke phosphoresciren mit bläulichem Lichte.	Nicht selten.
—	—	—	—	Sehr häufig.
Zuweilen 24 Stunden und länger.	Stark merkbar.	—	Erwärmt phosphorescirt er in Bruchstücken mit bläulichem Scheine.	Sehr häufig; jedoch gewöhnlich unter dem Namen Aquamarin.

Tabelle VI.

Art.	Farbennuancen und Glanz.	Specifisches Gewicht.	Härte.	Strahlenbrechung.
1. Orientalischer Topas. 274. (Abänderung des Korunds.)	Hochgelb, citronen- oder bräunlich strohgelb, spielt zuweilen etwas ins Grünliche; sehr lebhafter Glanz.	4,06 4,08.	9. Ritzt Topas, Granat und Bergkrystall stark, wird selbst nur vom Diamant und den Schmucksteinen der Korundfamilie geritzt.	Doppelt in geringem Grade.
2. Zirkon. 294.	Gelb, von der Farbe der Ringelblumen; graulichgelblicher Glanz, der sich dem diamantartigen nähert.	4,1—4,7.	7,5. Ritzt den Bergkrystall in mittlerm Grade.	Doppelt in sehr hohem Grade.
3. Brasilianischer Topas. 303 (Abänderung des Topas.)	Dunkelgelb, auch röthlichgelb, goldgelb jonquillengelb (sehr selten); von starkem Glanz und großer Klarheit.	3,4—3,6	8. Ritzt den Bergkrystall stark, jedoch weniger als der Spinell.	Doppelt in mittlerm Grade.
4. Sächsischer Topas, Schneckentopas. 303. (Varietät des Topas.)	Weingelb, von geringerm Glanze als der obige.	3,4—3,6.	8. Ritzt den Bergkrystall stark, jedoch weniger als der Spinell.	Doppelt in mittlerm Grade.
5. Jonquillenfarbiger Aquamarin. 318. (Varietät des Smaragds u. Berylls.)	Etwas hochgelb.	2,67 2,78.	7,5 8. Ritzt den Bergkrystall schwach.	Doppelt in geringem Grade.
6. Citrin. 374. (Varietät des Bergkrystalls.)	Vom Honig-, Orange-, Wein- und Jonquillengelb bis zur bleichsten Abstufung, oft mit schönem Goldschimmer, jedoch meist ins Bräunliche ziehend.	2,65 2,68.	7. Ritzt das weiße Glas stark.	Doppelt in mittlerm Grade.

Gelbe Steine.

Dauer der durch Reiben erlangten Elektricität.	Elektricität durch Wärme mitgetheilt.	Wirkung auf den Magnet.	Besondere Bemerkungen.	Vorkommen im Handel.
Mehrere Stunden.	—	—	Erwärmte Bruchstücke phosphoresciren mit glänzendem Lichte.	Nicht häufig.
—	—	—	Bleicht am Sonnenlichte; brennt sich vor dem Löthrohre wasserhell.	Selten.
Zuweilen 24 Stunden, auch länger.	Merkbar.	—	Erwärmte Bruchstücke phosphoresciren mit gelblichem Scheine.	Sehr häufig; ist er safrangelb, so führt er auch wol den Namen indischer Topas.
Die geringste Reibung mit dem Finger reicht bei manchen schon hin, starke Elektricität zu erzeugen.	Bisweilen merkbar.	—	Brennt sich in gelindem Feuer schon weiß und verliert im starken Glanz und Durchsichtigkeit.	Nicht mehr so häufig als früher; spielt er ins Grünliche, so kommt er unter dem Namen sächsischer Chrysolith in den Handel.
—	—	—	—	Nicht selten.
Ungefähr ½ Stunde, selten mehr.	—	—	Ein großer Theil der im Handel vorkommenden Citrine sind gelb gebrannte Amethyste und Rauchtopase.	Sehr häufig, gewöhnlich aber unter dem Namen böhmischer Topas; bei den Franzosen wird er meist indischer Topas genannt.

Tabelle VII. Grünlichgelb

Art.	Farbennuancen und Glanz.	Specifisches Gewicht.	Härte.	Strahlenbrechung.
1. Orientalischer Chrysolith. 274. (Abänderung des Korunds.)	Gelblichgrün mit sehr lebhaftem Glanze.	4,06—4,08.	9. Ritzt den Bergkrystall, Topas u. Granat stark, wird selbst nur vom Diamant oder den Schmucksteinen der Korundfamilie geritzt.	Doppelt in geringem Grade.
2. Orientalischer Chrysoberyll. 280. (Abänderung des Chrysoberylls oder Kymophan.)	Grünlichgelb, spargelgrün bis olivengrün; theilweise mit bläulichwogendem Lichtscheine; sehr lebhafter Glanz, zwischen Glas- und Fettglanz mitten inne stehend.	3,65—3,8.	8,5. Ritzt den Bergkrystall stark, ungefähr wie der Korund.	Doppelt in mittlerem Grade.
3. Ceylonischer Zirkon. 292. Abänderung des Zirkons.)	Grünlichgelb; Glanz der sich dem diamantartigen nähert.	4,4.	7,5. Ritzt den Bergkrystall mittelmäßig stark.	Doppelt in sehr hohem Grade
4. Topas. 302.	Gelblichgrün; von großer Klarheit und starkem Glanze	3,4—3,6.	8. Ritzt den Bergkrystall stark, jedoch weniger als Rubin und	Doppelt in mittlerem Grade

und gelblichgrüne Steine.

Dauer der durch Reiben erlangten Elektricität.	Elektricität durch Wärme mitgetheilt.	Wirkung auf den Magnet.	Besondere Bemerkungen.	Vorkommen im Handel.
Mehrere Stunden.	—	—	Erwärmte Bruchstücke phosphoresciren mit grünlichem Lichte. Er kommt in der Farbe dem folgenden nahe, unterscheidet sich aber sehr merkbar von ihm durch starken Glanz.	Selten
Mehrere Stunden.	—	—	Die reinen Varietäten kommen bisweilen auch unter dem Namen orientalischer Chrysolith in den Handel, während die mit dem Lichtscheine schillernder oder opalisirender Chrysolith genannt werden.	Nicht häufig.
—	—	—	Bleicht am Sonnenlichte; verliert im Feuer seine Farbe und wird dann bisweilen dem Diamant untergeschoben.	Nicht häufig.
Zuweilen 24 Stunden, auch länger.	Stark merkbar.		Erwärmte Bruchstücke phosphoresciren mit gelblichem Scheine.	Sehr häufig; jedoch gewöhnlich unter dem Namen Aquamarin.
—	—	—	Unterscheidet sich vom grünlichen Topas dadurch, daß er in gewissen Richtungen gegen das Licht gehalten weniger durchsichtig erscheint, indem er sehr deutliche Blätterdurchgänge rechtwinkelig gegen die Krystallachse hat, was beim Topas nicht der Fall ist.	Ziemlich häufig.
Mehrere Stunden.	Merkbar.	–	Zeigt ähnliche Erscheinungen wie der rothe Turmalin. (Tab. II.)	Nicht häufig.
—	—	Merkbar.	Ist vor dem Löthrohre unschmelzbar.	Häufig.
–	—	—	Schmilzt vor dem Löthrohre leicht und unter Aufschäumen zu einem gelblichgrauen oder bräunlichen Glase.	Wird bisweilen als Chrysolith verkauft.

Tabelle VIII. Steine, deren Farbe ni

Art.	Farbennuancen und Glanz.	Specifisches Gewicht.	Härte.	Strahlenbrechung.
1. Orientalischer Hyacinth. 274. (Abänderung des Korunds.)	Morgenroth mit einem Stich ins Weißliche oder Gelbliche; etwas weniges schillernd; sehr lebhaft glänzend.	4,06 4,08.	9. Ritzt Topas, Granat, Bergkrystall u. s. w. sehr stark, wird selbst nur vom Diamant oder von Schmucksteinen der Korundfamilie geritzt.	Doppelt in geringem Grade.
2. Rubicell. 291. (Abänderung des Spinells.)	Hyacinthroth, gelblichroth, orangegelb, verläuft nicht selten ins Strohgelbe.	3,5 –3,8.	8. Ritzt Bergkrystall stark, aber weniger als der Korund.	Einfach
3. Hyacinth, 294. (Abänderung des Zirkons.)	Ponceauroth, häufig mit starkem braunen Schimmer, zuweilen auch ins Pomeranzengelbe; diamantartiger Glanz; große Reinheit.	4,4—4,7.	7,5. Ritzt den Bergkrystall in mittlerm Grade.	Doppelt in sehr hohem Grade.
4. Hessonit (Kanelstein). 329. (Varietät des Granats.)	Vermittelst der Strahlenbrechung beobachtet man verschiedene Farben und zwar ponceauroth, wenn der Stein vom Auge entfernt [illegible]	3,5—3,6.	7,5 Ritzt den Bergkrystall schwach.	Einfach

ochrothgelb und Braun gemischt erscheint.

Dauer der rch Reiben rlangten Elektricität.	Elektricität durch Wärme mitgetheilt.	Wirkung auf den Magnet.	Besondere Bemerkungen.	Vorkommen im Handel.
Mehrere Stunden.	—	—	Erwärmte Bruchstücke phosphoresciren mit glänzendem Lichte.	Sehr selten.
—	—	—	—	Nicht häufig und wenig gesucht.
	—	—	Verliert im Feuer seine Farbe und wird dann bisweilen dem Diamant untergeschoben, bleicht am Sonnenlichte.	Ziemlich häufig.
—	—	Merkbar.	Verliert im Feuer nicht seine Farbe wie der echte Hyacinth, schmilzt leicht zu einem klaren grünlichen Glase.	Kommt fast nur unter dem Namen Hyacinth in den Handel.
—	—	Merkbar.	—	Häufig.
Mehrere Stunden.	Sehr merkbar.	—	Zeigt ähnliche Erscheinungen wie der rothe Turmalin. (Tab. II.)	Ziemlich selten.
—	—	—	Schmilzt vor dem Löthrohre leicht und unter Aufschäumen zu einem gelblichgrünen oder bräunlichen Glase.	Nicht häufig, kommt meist unter dem Namen vesuvische Gemme, wol auch als Chrysolith und Hyacinth in den Handel.
—	—	—	—	Nicht häufig.

Tabelle IX. Undurchsichtige Steine,

Art.	Farbennuancen und Glanz.	Specifisches Gewicht.	Härte.	Strahlenbrechung.
1. Mineralturkis. 361.	Himmelblau, seladongrün, behält seine Farbe beim Kerzenlicht.	2,62—2,8.	6. Ritzt das weiße Glas nicht oder nur sehr schwach.	.
2. Zahnturkis. 363.	Dunkelblau, hellblau, bläulichgrün. Beim Kerzenlicht beobachtet und nahe an die Flamme gehalten erscheinen die Farben unrein. Die Oberfläche ist zuweilen mit Adern gezeichnet, die weniger dunkel sind als der Grund.	2—2,4.	4—5. Ritzt das weiße Glas nicht.	—

Farbe zwiſchen Blau und Grün wechſelt.

der elden ten ität.	Elektricität durch Wärme mitgetheilt.	Wirkung auf den Magnet.	Beſondere Bemerkungen.	Vorkommen im Handel.
nur irten nde ſch.	—	—	—	Sehr häufig.
zum elek- ohne zu d be- e Ei- ſt zu- län- s 15 en.	—	—	Wallt bei Benetzung mit Säuren auf; verbreitet beim Erwärmen einen animaliſchen Geruch; erſcheint beim Kerzenlicht ſchmuzig graublau; büßt durch Feuchtigkeit ſeine friſche Farbe ein.	Sehr häufig.

laue Steine.

der elden ten ität.	Elektricität durch Wärme mitgetheilt.	Wirkung auf den Magnet.	Beſondere Bemerkungen.	Vorkommen im Handel.
ere en.	—	—	Zeigt ſich oft beim Kerzenlichte auffallend röther als bei Tage. Erwärmte Bruchſtücke phosphoreſciren mit glänzendem Lichte.	Nicht häufig.
Stun- ; we- r.	—	—	Enthält bisweilen dünne Blättchen von Eiſenglimmer oder nadelförmige Kryſtalle von andern Mineralſubſtanzen und führt dann den Namen Haaramethyſt.	Sehr häufig

Tabelle XI. Steine, die sich d

Art.	Farbennuancen und Glanz.	Spec. Gewicht.	Härte.
Asterien. 274.			
1. **Korund** . .	Sechs weißliche Strahlen, vom Mittelpunkte auslaufend und unter sich gleiche Winkel bildend, fallen senkrecht auf die Hälfte der Seitenflächen, wenn der Schnitt so gerichtet worden, daß ein regelmäßiges Sechseck erscheint und die Hauptachse des Krystalls senkrecht auf der Grundfläche des Steins steht.	4,06—4,08.	9. Ritzt To Granat u. E krystall fe wird selbst vom Dia oder den Schmuckst der Korun milie ge
a. Rubin-Asterie.	Rother Grund.		
b. Sapphir-Asterie.	Blauer Grund.		
c. Topas-Asterie.	Gelber Grund.		
2. **Orientalischer Girasol.** 275. (Abänderung des Korunds.)	Gelblicher, röthlicher oder bläulicher Lichtschimmer oder Widerschein, gewöhnlich von hellerer Farbe als die des Steins, wird auf der convexen Oberfläche beim Hin- und Herbewegen sichtbar.	4,06—4,08.	Ebenso
3. **Opal.** 344	Ausgezeichnet durch Regenbogenfarbe; halbdurchsichtig und stark glänzend.	2,0 2,1.	5,5—6,0. das weiße schwach

:nthümliche Farbenerscheinungen auszeichnen.

ötrahlen- ›rechung.	Dauer der durch Reiben erlangten Elektricität.	Elektricität durch Wärme mitgetheilt.	Wirkung auf den Magnet.	Besondere Bemerkungen.	Vorkommen im Handel.
›pelt in ge- gem Grade.	Mehrere Stunden.	—	—	Erwärmte Bruchstücke phosphoresciren mit glänzendem Lichte.	Ziemlich selten.
Ebenso.	Ebenso.	—	—	Ebenso.	Häufiger als vorige Art.
— —	— —	—	—	— —	Varietät a u. b sehr häufig, c ziemlich selten.
›t wahrzu- men, da der ötein nur chscheinend ist.	Ungefähr ½ Stunde, selten mehr.	—	—	— —	Selten; gewöhnlich wird dafür eine Varietät des Adular (Feldspath) verkauft.
— —	— —	—	—	— —	— —
—	— —	—	—	— —	— —

Register.

A.

Abhäusel 445.
Abrare 118.
Achroit 341.
Achsen 5.
Achat 401.
—— Bearbeitung des 410.
—— Geschichtliches über den 406.
—— Handel mit 413.
—— isländischer 424.
—— Muttergestein des 402.
—— occidentalischer 402.
—— orientalischer 402.
Achatähnliche Zusammensetzungen 155.
—— industrie 408.
—— mandeln 403.
—— onyx 401.
Adular 420.
Aetzen in Edelsteine 131.
Afterschörl 356.
Agalmatolith 459.
Agaphit 361.
Agathe 401.
Agathe d'Islande 424.
Agathe oeillée 402.
Aggregate 11.
Aiguemarine 273.
Alabaster 470.
Alabastrite 470.
Alalit 431.
Allochroit 330.
Almandin 325. 335.
Almandin-Spinell 291.
Alphabet aus Edelsteinen 80.
Amazonenstein 419. 422. 454.
Amber 436.
Ambra gialla 436.
Ambre jaune 436.
Amethyst 377.
—— Bearbeitung des 378.
—— Eigenschaften des 377.
—— orientalischer 274. 278.
—— Vorkommen des 378.
—— Werth und Verfälschungen des 379.
—— unechter 150. 153. 154.
Amethyst-Sapphir 274.
Améthyste orientale 274.
Amianth 432.
Amorphe Edelsteine 4.
Amulete 79.
Andalusit 359.
Annenmarmor 467.
Aplom 331.
Apyrit, rhomboedrischer 336.
Apostelsteine 80.
Aquamarin 307. 309. 318. 322.
orientalischer 273.
sibirischer 322.

Aquamarin, unechter 153.
—— -Chrysolith 322.
Aronde perlière 483.
Asbest 432.
Aschenzieher 336.
Aschentrecker 336.
Asterie 262. 274.
Astrios 262.
Atlaserz 472.
Atlasspath 463.
Atlasstein 463.
Aufbringen der Edelsteine 141.
Augenachat 402.
Augenstein 402.
Augit 431.
Avanturin 383.
Avanturinfeldspath 421.
Axinit 256.
Azurestone 426.

B.

Bandachat 401.
Bandjaspis 385.
Bardiglio 466.
Barometerperlen 485.
Bernstein, Einschlüsse im 441.
—— Geschichtliches 443.
—— Färben des 448.
—— Handel mit 448.
—— merkwürdige Stücke von 44
—— Namen im Handel 445.
—— schwarzer 451.
—— Ursprung des 441.
—— Verfälschungen des 450.
—— Vorkommen und Gewinnun
437.
—— Werth des 448.
Beryll 309.
—— blätteriger 357.
—— edler 318.
—— gemeiner 323.
—— Geschichtliches über den 321.
—— unechter 150. 153.
—— Vorkommen des 319.
Besoar 361.
Bildachat 402.
Bildstein 459.
Birnss- 361.
Bisoura 361.
Blätterdurchgang 11

Brilloneten 108.
Briolette 108.
Brocatello 468.
Bronzit 462.
Brown Quarz 374.
Bruch 16.
Burgalhao 205.
Buscechica 362.

C.

Calaite 361.
Calcaire primitif 464.
Calce fluata 432.
Cameen 113.
—— berühmte 392.
—— niederländische 395.
—— pariser 394.
—— wiener 393.
—— vom Cardinal Carpegno 395.
Camee-Gonzaga 395.
Candle-coal 451.
Cannel-coal 451.
Carbonat 254.
Carbonate of Copper 472.
Carbunculus 325.
Carmusirgut 307.
Carnelian 390.
Carniola 390.
Cascalho 205.
Cascholong 417.
Caslen 109.
Cats-eye 381.
Cerachat 389.
Ceraunite 454.
Ceylonit 284.
Chalcedon 387.
—— gemeiner 388.
—— grüner 396.
—— rother 390.
Chalcedonyx 389.
Changeant 424.
Chaux carbonatée compacte 464.
—— —— fibreuse 463.
—— fluatée 432.
Cheuphisgemmen 118.
Cheveux de Vénus 374.
Chiastolith 360.
Chlorospinell 289.
Chromkalkgranat 332.
Chrysoberyll 61. 62. 70. 280.
Chrysolith, ceylonischer 341.
—— edler 354.
—— falscher 425.
—— gemeiner 355.
—— künstlich dargestellter 61. 62. 63.
—— opalisirender 283.
—— orientalischer 274. 280. 283.
—— sächsischer 307.
—— schillernder 283.
—— vom Cap 476.
Chrysolithe chatoyante ou opalisante 283.
Chrysopal 280.
Chrysopras 397.
—— unreifer 415.
Ciottolo d'Egitto 384.
Cipolinmarmor 467.
Cipolino 465.
Citrin 373.
Cohärenz 14.
Colcothar 99.
Common néphrite 454.
—— opal 415.
Contactzwillinge 11.
Corbierit 350.
Corindon brillin 273.
—— girasol 275.
—— vermeil 274.
Cornaline 390.
—— de vieille roche 391.
—— femelle 391.
—— mâle 391.
Couleurte Steine 1.
Crisoprasio 397.
Cristal de roche 367.
Cuddahpahgruppe der Diamantlager 193.
Cülasse 103.
Cuivre carbonaté vert 472.
Cyanit 357.
Cyprin 352.

D.

Demi-brillants 106.
—— -Opal 416.
Dentelle 107.
Dessous 103.
Dessus 103.
Diallag 461.
Diamant 171.
—— amorpher 254.
—— Amsterdamer 247.
—— Anwendung des D. als Drehwerkzeug 224.
—— Anwendung des D. zu Linsen für Mikroskope 225.
—— Anwendung des D. zum Bohren 224.
—— Anwendung des D. zum Glasschneiden 223.
—— Anwendung des D. zum Schmuck 227.
—— Bildung künstlicher 190.
—— böhmischer 373.
—— couleurirter 229.
—— der Kaiserin Eugenie 254.
—— des Großmogul 240.
—— » Hofrath Beireis 239.
—— » Parlamentsmitgliedes Hope 254.
—— des Radschah von Mattan 239.
—— einmal gemachter 229.
—— Entstehung des 185.
—— Erscheinungen bei der Verbrennung des 180.
—— farbige 237.
—— gepanzerte 229.
—— Geschichte der Auffindung und Gewinnung und Productionsquantum von D. in Brasilien 210.
—— große 238.
—— Handel mit 230.
—— Krystallformen des 372.
—— im englischen Schatze 253.
—— » französischen Schatze 235. 252.
—— » Grünen Gewölbe 254.
—— » portugiesischen Schatze 239. 251. 252.
Diamant im russischen Schatze 253.
—— indischer 254.
—— marmaroscher 373.
—— Nachrichten der Alten vom 221.
—— Oberfläche des 173.
—— occidentalischer 373.
—— physikalische Eigenschaften des 173.
—— Preis des 233.
—— Production von D. in Indien 203.
—— Prüfung vom 231.
—— savoyischer 176.
—— schwacher 229.
—— Temperatur, bei welcher D. verbrennt 182.
—— Verfälschung vom 238.
—— von Alençon 373.
—— » Fleurus 373.
—— » Paphos 373.
—— » Zabeltitz 373.
—— Vorkommen von D. am Ural 218.
—— » » » auf Borneo 204.
—— » » » in Australien 221.
—— » » » in Brasilien 204.
—— » » » in Indien 192.
—— » » » in Nordamerika 220.
—— Werth des 228.
—— zuckender 229.
—— Zusammensetzung des 178.
Diamantbort 86.
Diamantglanz 41.
Diamantsand von Bahia 208.
Diamantschneiderei 82. 86.
Diamantspath 259. 266.
Diasporo 384.
Dichroismus 38.
Dichroit 350.
Dichroskop 262.
Dickstein 108.
Diopsid 131.
Disteno 357.
Disthen 357.
Disthène 357.
Disthenspath, prismatischer 357.

tten 156.
ſſpäne 445.
nk 111.
129.
ge 11.
·in 108.
ßtigkeit 25.
achſungszwillinge 11.

E.

, Begriff von 1.
nſtliche, echte 57.
ikunde 1.
ſchneiderei 96.
352.
ung der Edelſteine 165.
ſolith 355.
, rhomboëdriſches 476.
474.
f 418.
· 476.
477.
ät 45.
rſtein 474.
48.
o 399.
ppe 195.
310.
· verte 310.
7.
7.
389.
·1.
434.
'orient 512.
mell 291.

F.

n Schmuckſteinen 132.
17.
50.
Edelſteine 139.

ränderung der 37.
Farbenſpiel 39.
Farbenwandelung 39.
Farbenzeichnung 37.
Faſergips 470.
Federgips 470.
Federn 146.
Federweiß 470.
Fehler der Edelſteine 146.
Feldspar 419.
Feldſpath 419.
Feldſpath, labradoriſirender 419. 422.
Feldspath, apyre 359.
—— compacte jadien 454.
—— opalin 422.
Feldspato opalino 422.
Feijaó 209.
Fer micacé 476.
Fer oligiste metalloido 476.
Feſtungsachat 402.
Fettglanz 41.
Fettſtein 477.
Feueropal 414.
Figure-stone 459.
Fire-opal 414.
Firnißſteine 445.
Fiſchauge 420.
Fisure 361.
Flachperle 126.
Flachzeiger 126.
Flammenopal 348.
Flèches d'amour 374.
Flimmeropal 348.
Florentiner 249.
Fluor-spar 432.
Fluoriren 39.
Fluorit 432.
Fluß 151. 432.
Flußperlenmuſchel 484.
Flußſpath 432.
Folie 141.
Fortificationsachat 402.
Frugardit 352.

G.

Gagat 451.
Garnet 323.

Gayet 451.
Gem 1.
Gemma Augustea 393.
Gemmae 1.
Gemme, vesuvische 352. 353.
Gemmen 113.
Gemmenschildchen 79.
Gesundheitssteine 79. 474.
Giacinto 294.
Giltstein 461.
Gips, körniger 470.
Gipsstein 470.
Girasol, orientalischer 275.
Glanz 41.
Glanzeisenstein 476.
Glasflüsse 147.
Glasglanz 41.
Glaskopf, rother 476.
Glaskugel, vulkanische 424.
Glaslava 424.
Glasopal 418.
Glaspasten 147.
Glasschörl 356.
Glasstein 356.
Glaszeolith 424.
Golkondagruppe 195.
Goniometer 10.
Gornoi-Chrustall 369.
Goutte d'eau 301.
—— de sang 291.
Gürtel 108.
Gummistein 418.
Granat 323.
—— Anwendung des 333.
—— Bearbeitung des 333.
—— besondere Lichterscheinungen bei gewissen 332.
—— böhmischer 328. 335.
—— brauner 331.
—— ceylonischer 335.
—— edler 325. 335.
—— Eigenschaften des 323. 324.
—— gelber 331.
—— gemeiner 330.
—— grüner 330.
—— Handelsnamen des 335.
Granat im französischen Schatze 335.
—— künstlich dargestellter 67.
—— orientalischer 335.
—— prismatoidischer 359.
—— pyramidaler 352.
—— schlackiger 331.
—— schwarzer 331.
—— sirischer 335.
—— unechter 150. 153.
—— Verfälschungen des 336.
—— weißer 332.
—— Werth des 334.
—— zu Linsen für Mikroskope 335.
Granato 323.
Granatschalen 338.
Graus 445.
Graviren in Edelsteine 113.
Grenat 323.
Grenatit 359.
Grindingspars 279.
Großsteinschneiderei 110.
Grossular 330.
Grün, corsisches 462.
Grundformen 6.
Grupiara 205.

H.

Haarkrystalle 374.
Haarsteine 374.
Hämatit 476.
Härte 17.
Halbbrillanten 108.
Halbedelsteine 1. 169. 367.
Halbkarneol 389.
Halbopal 416.
Halbzeolith 476.
Handel mit Edelsteinen 143.
Handelsnamen 158.
Hauptachse 5.
Hauptstücke 445.
Hauyn 430.
Heliotrop 399.
Hématite 476.
Hemimorphismus 10.
Hessonit 329. 335.
Hexaëder 7.

naldobekaëder 9.
ubletten 156.
al 416.
ende, labradorische 430.
:in 384.
one 384.
ittel beim Studium der Edelne 2.
derit 355.
) 418.
th 294.
alscher 335.
rientalischer 274.
on Dissentis 330.
the brun 335.
le Zeylon 335.
rientale 274.
olcanique 352.
han 417.
phane 417.
then 430.
sthène 430.

J.

54.
361.
1.
51.
384.
Opale 418.
sanguin 399.
384.
Opal 418.
384.
igyptischer 384.
Band- 385.
Basalt- 385.
gemeiner 385.
Kugel- 384.
Porzellan- 385.
pal 418.
451.
s 352.
1.
lith 340.
:in 474.

Insolation 43.
Intaglien 113.
—— berühmte 392.
Jolith 350.
Ipersteno 430.
Irisated Quarz 373.
Irisiren 40.
Iron-glance 476.
Itacolumit 205.
Jn 454.
Jungfernperlen 509.
Juwelen 1. 167. 171.

K.

Käsesteine 229.
Kalait 361.
Kalette 105.
Kalifeldspath 419.
Kalk, dichter 464.
—— körniger 464.
Kalmuckenachat 418.
Kalmuckenopal 417.
Kaneelstein 329. 335.
Kappgut 109.
Karat 145.
Karatgut 230.
Karfunkel 335.
Karmoisiren 139.
Karneol 390.
—— männlicher 391.
—— vom alten Stein 391.
—— weiblicher 391.
Karneol-Beryll 391.
Karneolonyx 391.
Kascholong 417.
Karuba 436.
Katzenauge 381.
Katzensapphir 273.
Kegel 88.
Kennzeichenlehre der Edelsteine 4.
Keratit 384.
Kiesel 367.
Kieselbreccie 479.
Kirschperlen 485.
Kittstock 88.
Klebschiefer 100.

Klieven des Diamants 87.
Knotel 445.
Kohinoor 240.
Kolophonit 331.
Korallen 517.
Korallenachat 402.
Korallenroth 154.
Koréite 459.
Korund 259. 266.
—— Anwendung des K. zum Schleifen 279.
—— dodekaëdrischer 284.
—— Eigenschaften, chemische, des 261.
—— —— morphologische, des 259.
—— —— physikalische, des 260.
—— künstlich dargestellter 69.
—— prismatischer 280.
—— Vorkommen des 261.
Koupholith 476.
Kreide, brianconer 460.
—— spanische 460.
Kreisachat 402.
Krone 103. 107.
Krystalle 4.
Krystallbrusen 12.
Krystallformen, verschiedenartige 6.
Lasurspath, dodekaëdrischer 426.
Lasurstein 426.
Lava 479.
Lavaglas 424.
Lavezstein 461.
Lazulith 426.
—— spanischer 350.
Leuco-Granat 332.
—— -Sapphir 274.
Lepidolith 479.
Lichtschein 39.
Liebespfeile 374.
Lilalith 479.
Limestone, common 464.
—— primitive 464.
Lithionglimmer 479.
Lithurgit 1.
Loboit 352.
Lothperlen 485.
Luchssapphir 262. 273. 352.
Luchsstein 350.
Lucullan 465.
Lumachellmarmor 466.
Lumachella nera e bianca antica
Lumachelle chatoyante 467.
—— opaline 467.

no giallo de Siena 465.
nero 465.
—— antico 465.
occhio di pernice 466.
rosato antico 466.
rosso 465.
—— antico 465.
verdello 465.
mor 463.
ägyptiſcher 465.
Anwendung des 468.
attiſcher 465.
Bearbeitung des 468.
carrariſcher 464.
einfacher 464.
gefärbter 465.
gelber 465.
gelber von Siena 466.
grüner 466.
—— antiker 467.
pariſcher 465.
rother 465.
—— von Malplaquet 467.
ſaliniſcher 464.
ſchwarzer 465.
—— von Lüttich 467.
thebeiſcher 465.
vielfarbiger 465.
vom Pentelikon 465.
zuſammengeſetzter 464.
nit 331.
agrina margaritifera 483.
typ 478.
violet 479.
phyllit 359.
muſchel, gemeine 484.
oklin 419.
opal 415.
atsſteine 79.
'aſtein 319.
)awit 425.
dſtein 419. 420.
nstone 420.
sachat 389. 402.
ion 374.
er'ſches Glas 418.
Muſchelachat 402.
Muſchelcameen 114.
Muſchelmarmor 464. 466.
- - alttorfer 467.
—— von Bleiberg 467.
Muſſit 431.
Mytilus edulis 484.

N.

Nadelſteine 374. 478.
Nadelzeolith 478.
Nandialgruppe der Diamantlager 194.
Naſſak 253.
Natrolith 457.
Nebenachſen 5.
Nephelin 477.
Nephrit 454.
Nierenſtein 454.

O.

Obertheil 103.
Obſidian 424. 425.
Obsidienne chatoyante 425.
—— vitreuse 424.
Occhio di gatto 381.
Occidentaliſche Steine 158.
Ochſenauge 424.
Octaëder 7.
—— quadratiſches 8.
rhombiſches 8.
Oculus mundi 417.
Oeil de boeuf 424.
—— de chat 381.
—— de poisson 420.
—— du monde 417.
Olivin 354. 355.
Onyx 401. 407.
Opal 344.
-- Bearbeitung und Anwendung des 348.
--- Benennungen im Handel 348.
— ceyloniſcher 420.
- edler 344.
— Eigenſchaften des 344.

Opal, gemeiner 415.
—— Geſchichte des 347.
—— veränderlicher 417.
—— Verfälſchungen des 350.
—— Vorkommen und Gewinnung 345.
—— Werth 349.
Opale 414.
Opale feu 414.
—— à flammes 348.
—— à paillettes 348.
—— orientale 348.
Opaljaspis 418.
Opalmutter 348.
Orientaliſche Steine 158.
Orlow 247.
Orthoklas 419.
Orthose 419.
Ossidianna perfetta 424.

P.

Pagodit 459.
Pannagruppe der Diamantlager 199.
Parangonperlen 485.
Paſcha von Aegypten 253.
Paſten, unburchſichtige 155.
Pauſit 430.
Perlen, Namen der 484.
—— Productionsquantum der 492.
—— Reinigung verdorbener 510.
—— Verſchönerung von 510.
—— Vorkommen der 492.
—— Werth der 508.
Perlenaugen 485.
Perlenbirnen 485.
Perlenmuſcheln 483.
Perlenwarzen 485.
Perlmutterachat 418.
Perlmutterglanz 41.
Perlmutteropal 417.
Petrilit 419.
Petroſilex 384.
Phantaſieperlen 485.
Phengit 301.
Phosphoreſcenz 42.
Pierre à platre 470.
—— à pot 461.
—— argentine 420.
—— d'Arménie 426.
—— d'Azur 426.
—— de Florence 467.
—— de Foudre 474.
—— de gallinace 421.

ismus 38.
287.
tion 31.
en 253.
tel 97.
ɔ 99.
iben 100. 111.
efer 100.
466.
teine 109.
njaspis 385.
ue 479.
82.
382.
882.
l 415.
stone 1.
476.
r Edelsteine 144.
hexagonales 9.
rèccie 468.
rysolith 425.
stein 479.
454.
at 402.
lcedon 389.
331.
'4.
28. 335.
salith 305.
431.

Q.

367.
neiner 380.
mihyalischer 424.
sirender 373.
ismatischer 350.
gathe grossier 384.
— ponctuée 399.
— Prase 397.
alin chatoyant 381.
— limpide 369.
— violet 377.
ne 373.
sé 373.
Quarz résinite commun 415. 416.
—— hydrophane 417.
—— miellé 414.
—— rose 380.
—— vert prase 382.
Quarzbreccie 479.
Quarzo agato 401.
—— iridato 373.
Queracbse 5.
Querfacetten 105.

R.

Raf 436.
Rauchtopas 374.
Raute 107.
Rautenstein 107.
Reaction, chemische der Edelsteine 51.
Regenbogenachat 402.
Regenbogenchalcedon 389.
Regenbogenquarz 373.
Regent 248.
Reinigen der Edelsteine 142.
Reißfeder 127.
Rhätizit 357.
Rheinkiesel 373.
Rhomboëder 9.
Rhombendodekaëder 7.
Riemenspath 357.
Riementalk 357.
Ringsteine 307.
Rock-Crystal 369.
Röhrenachat 402.
Rose 107.
Rosenquarz 107.
Rosenstein 107.
Rosette 107.
Rothoffit 331.
Rothstein 99.
Rubicell 291.
Rubin 262. 272.
---- brasilianischer 307.
—— künstlich dargestellter 69. ——
—— orientalischer 272. 276. 277.
- - - unechter 149. 150. 151. 153.
—— - Asterie 274.
—— - Balais 280.

Rubin-Katzenauge 275.
—— -Spinell 290.
—— künſtlich dargeſtellter 62.
Ruinenachat 402.
Ruinenmarmor, florentiner 467.
Rundiren 102.
Rundiſte 103.
Rundperle 126.

S.

Saatperlen 485.
Säule, quadratiſche 8.
- rectanguläre 8.
--- rhombiſche 8.
—— ſchiefe rectanguläre 8.
- ſchiefe rhombiſche 8.
—— ſchiefe rhomboidiſche 9.
Salamſtein 262. 263.
Salit 431.
Salzkörner 229.
Sancy 249.
Sand 146.
Sandgut 445.
Sandſteine 445.
Sapphir 262.
Sarder 391.
Sardoine 390.
Sardonyx 391.
Satin-ſpar 463.
Savoyiſche Diamanten 176.
Scarabäen 115.
Scheindiamant 373.
Scherl 336.
Schillern 39.
Schillerquarz 381.
Schillerſpath 462.
—— prismatoidiſcher 430.
Schleifmittel 97.
Schleifmühlen 91.
Schleifſcheiben 100. 111.
Schleifſpath 279.
Schluck 445.
Schmerſtein 460.
Schmirgel 97. 269.
Schmuckſteine erſten Ranges 171.
—— zweiten » 292.
—— dritten » 350.
—— vierten » 367.
—— fünften » 451.
Schnallenſtein 307.
Schneckenſtein 303.

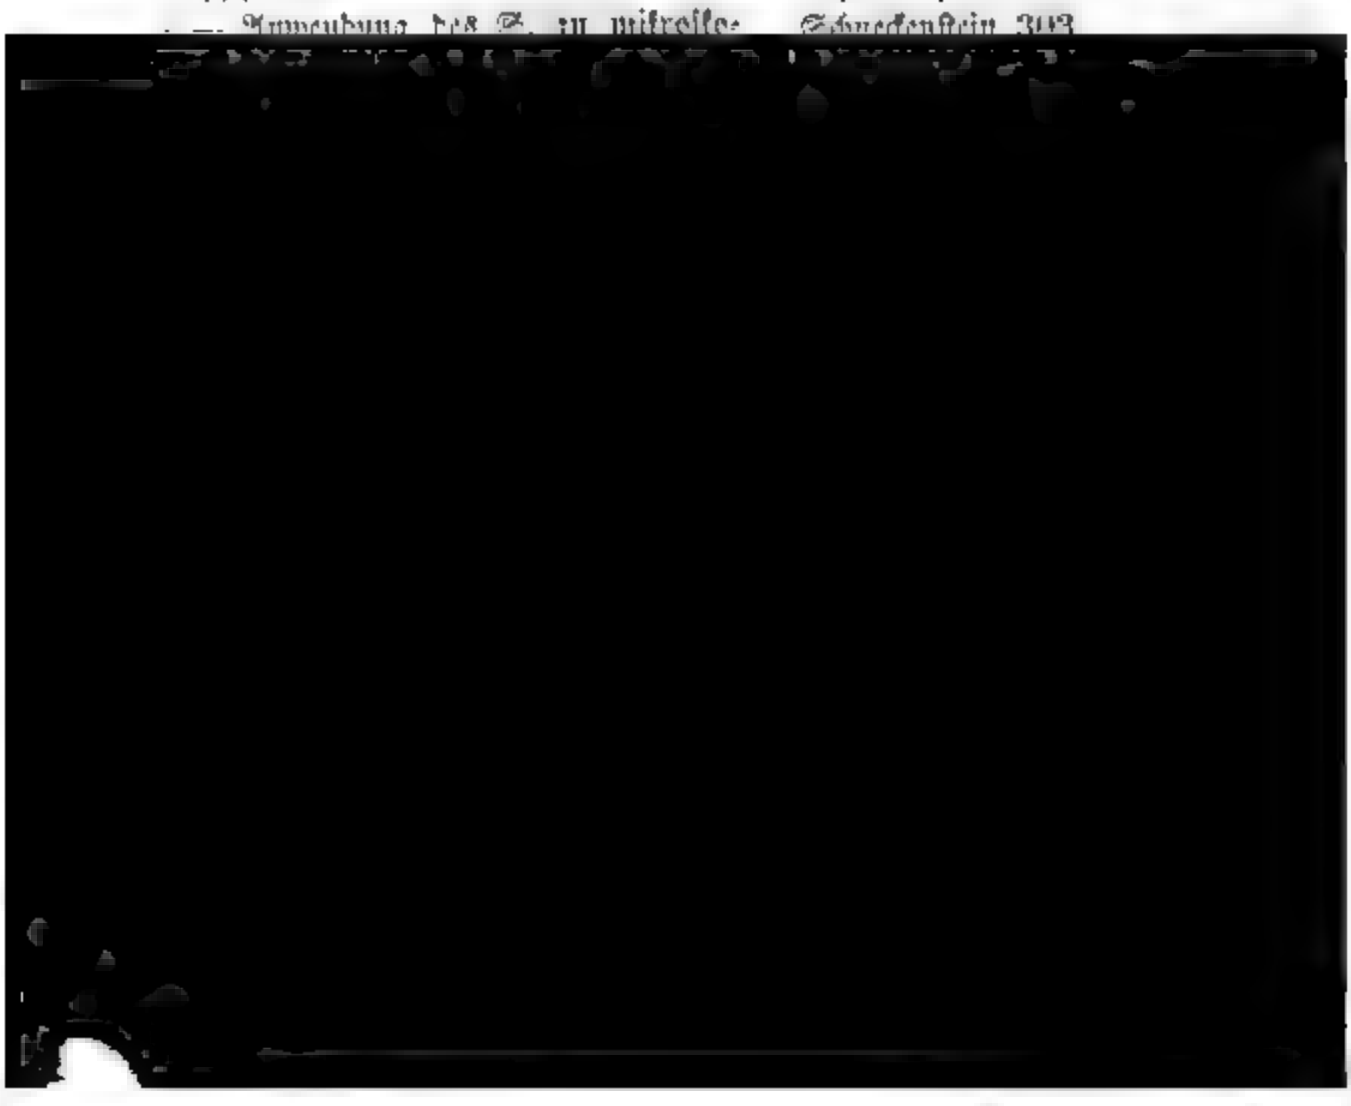

Opal 416.
:e 109.
ıtin 455.
336.
ıgd 309. 310.
Bearbeitung des 316.
›rasilianiſcher 340.
Geſchichte des 314.
ünſtlich dargeſtellter 67.
›rientaliſcher 274.
›eruaniſcher 315.
ınechter 150. 151. 153. 154.
›om Cap 476.
Vorkommen des 310.
Werth des 317.
ldo 310.
nſtein 275. 419. 421.
ıent 445.
›arkeit der Edelſteine 14.
n des Diamants 87.
ıngsflächen 14.
ıngsrichtungen 15.
ıngsſtücke 14.
· calcaire soyeux 463.
fluore 432.
iſches Gewicht 21.
ein 460.
hineſiſcher 459.
I 284.
Anwendung des 290.
›lauer 286.
›ler 285.
m franzöſiſchen Kronſchatze 291.
ünſtlich dargeſtellter 60.
l vinaigre 291.
ll, Werth des 291.
n 107.
eine 82. 188.
ichel 126.
eiger 126.
igkeit 21.
ıit 359.
146.
perlen 485.
›lith 359.
ünſtlich dargeſtellter 70.
Staurotide 359.
Steatit 460.
Stein, armeniſcher 426..
—— böhmiſcher 373.
Steinheilit 350.
Steinſchleiferei 82.
Steinſchneiderei 81. 113.
Steinzeiger 125.
Stephansſtein 389.
Sternachat 402.
Sternfacetten 105.
Sternförmiger Schnitt 106.
Sternſapphir 262. 274.
Sternſtein 274.
Stoßperlen 485.
Strahlenbrechung, doppelte 28.
—— einfache 26.
Strahlenzeolith 476.
Straß 148.
Strich der Edelſteine 38.
Striped Jasper 385.
Strohräuber 436.
Stückperlen 485.
Stückroſen 108.
Succin 436.
Succingranat 331.
Succinit 436.
Südſtern 250.
Sumbhulpurgruppe der Diamantlager 197.

T.

Tafel 105.
Tafelſchnitt 110.
Tafelſtein 108.
Taille à degres 109.
—— à étoile 106.
Talc stéatite 460.
Talk, blauer 357.
Tapanhoa-canga 286.
Taufſtein, baſeler 359.
Terminologie 4.
Teſſeralſyſtem 7.
Tetraëder 7.
Tetragonalſyſtem 8.
Thumerſtein 356.

Thumit 356.
Tokayer-Luchsſapphir 424.
Tonnenſtein 445.
Topas 299.
—— -Aſterie 275.
—— böhmiſcher 373.
—— braſilianiſcher 303. 307.
—— edler 301.
— Färben des 306.
—— farbloſer 301.
—— Fehler und Verfälſchungen des 308.
—— -Fels 304.
—— gemeiner 305.
—— indiſcher 307.
—— künſtlich dargeſtellter 65.
—— orientaliſcher 273. 278.
—— rother 302.
—— ſächſiſcher 303. 307.
—— -Sapphir 273.
—— ſibiriſcher 302. 307.
—— tauriſcher 307.
—— unechter 150. 151. 152.
—— Verarbeitung und Anwendung des 305.
—— Werth und Production des 307.
Türkis, Preis des 365.
—— unechter 150.
—— Unterſchied zwiſchen Mineral- Zahn- 363.
—— Verarbeitung des 365.
—— Verfälſchungen des 366.
—— vom alten Stein oder Felſen
—— » neuen » » »
—— Zahn- 363.
Turchina 361.
—— di Rocca nuova 363.
—— » » vecchia 362.
Turmalin 336.
—— Bearbeitung, Anwendung Werth des 343.
—— brauner 341.
—— edler 339.
—— farbloſer 341.
—— gelblichgrüner 341.
—— gemeiner 341.
—— Geſchichte des 341.
—— grüner oder braſilianiſcher 3
—— ſchwarzer 341.
—— ſibiriſcher 339.
Turquoise 361.

Violett-Rubin 274.
Vitro volcanico 424.
Vorkommen der Edelsteine 71.

W.

Wachsglanz 41.
Wachsopal 415.
Wärmeleitung 47.
Wasserchrysolith 425.
Wasseropal 420.
Wassersapphir 273. 350.
Wassertropfen 301. 307.
Weibliche Steine 158.
Weltauge 417.
Wiluit 352.
Wolfsauge 420.
Wolken 146.
Wolkenachat 402.
Wolkenchalcedon 389.
Wurfstein 479.

Z.

Zahlperlen 485.
Zeiger 124.
Zellkies 474.
Zersägen des Diamants 90.
Zerstreuung des Lichts 28.
Zirkon 292.
—— künstlich dargestellter 67. 70.
Zirkonit 292. 295.
Zodiakalsteine 79.
Zoisit 361.
Zusammensetzung, chemische, der Edelsteine 50.
Zwillingskrystalle 10.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Rubin-Katzenauge 275.
—— Spinell 290.
—— —— künstlich dargestellter 62.
Rubinenachat 402.
Rubinenmarmor, florentiner 467.
Rundiren 102.
Rundiste 103.
Rundperle 126.

S.

Saatperlen 485.
Säule, quadratische 8.
—— rectanguläre 8.
—— rhombische 8.
—— schiefe rectanguläre 8.
—— schiefe rhombische 8.
—— schiefe rhomboidische 9.
Salamstein 262. 263.
Salit 431.
Salzkörner 229.
Sancy 249.
Sand 146.
Sandgut 445.
Sandsteine 445.
Sapphir 262.
—— Anwendung des S. zu mikroskopischen Linsen 279.
—— Anwendung des S. zum Schmuck 271.
—— Bearbeitung des 271.
Sapphir blanc 274.
Sapphir, Benennung des S. im Handel 272.
—— brasilianischer 307. 340.
—— Fehler und Verfälschungen des 279.
—— künstlich dargestellter 59. 62. 69.
—— opalisirender 274.
—— orientalischer 273. 276. 277.
Sapphir vert 274.
Sapphir, weißer 274.
—— Werthbestimmung des 275.
—— unechter 150. 151. 153.
—— Asterie 275.
—— Katzenauge 275.
Sapphirspath 357.
Sapparé 357.
Sarder 391.
Sardoine 390.
Sardonyx 391.
Satin-spar 468.
Savoyische Diamanten 176.
Scarabäen 115.
Scheinbiamant 373.
Scheri 336.
Schillern 39.
Schillerquarz 381.
Schillerspath 462.
—— prismatoidischer 430.
Schleifmittel 97.
Schleifmühlen 91.
Schleifscheiben 100. 111.
Schleifspath 279.
Schluck 445.
Schmerstein 460.
Schmirgel 97. 269.
Schmucksteine ersten Ranges 171.
—— zweiten » 292.
—— dritten » 350.
—— vierten » 367.
—— fünften » 451.
Schnallenstein 307.
Schneckenstein 303.
Schneckentopas 303. 307.
Schneideblüchse 89.
Schneidestein 461.
Schneidezeiger 126.
Schneidscheiben 111.
Schnitt, gemischter 109.
—— mugeliger 110.
—— mit doppelten Facetten 110.
—— mit verlängerten Brillantfacetten 109.
Schnittformen 103.
Schörl 336. 341.
—— blauer 357.
Schwefeleisen 474.
Schwefelkies 474.
Scotish Quarz 373.
Sculptur 113.
Seeperlenmuschel 483.
Seidenglanz 41.
Seifenstein 460.

Taf. I.

Fig. 1

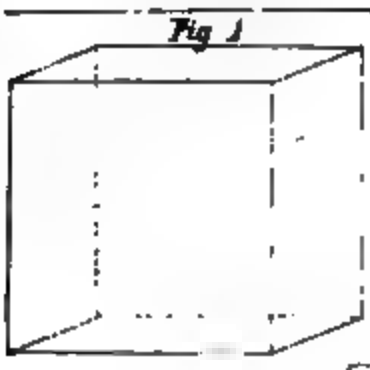

Fig. 2

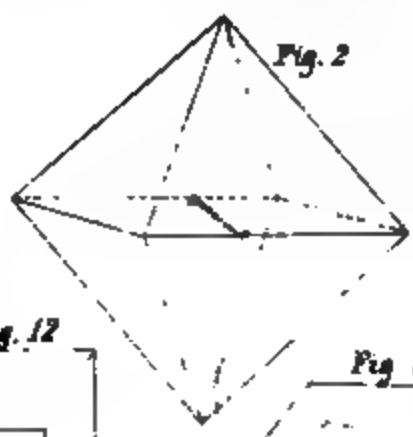

Fig. 3

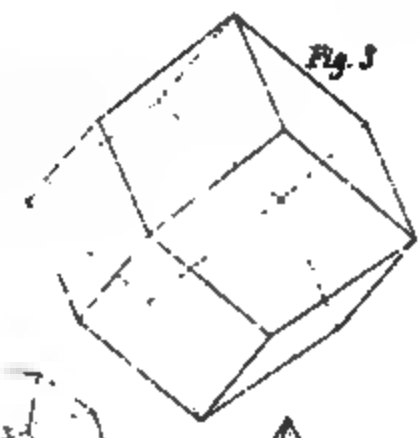

Fig. 12

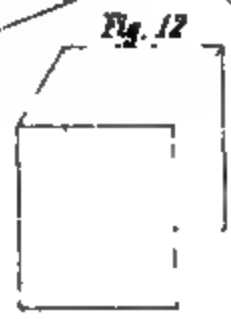

Fig. 11

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 1



Fig. 4

Fig. 14

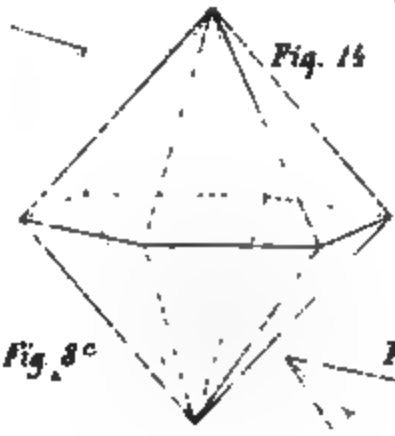

Fig. 9

Fig 8b

Fig. 8c

Fig 18

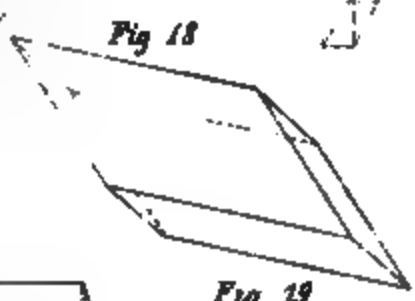

Fig. 8a

Fig. 10b

Fig 19

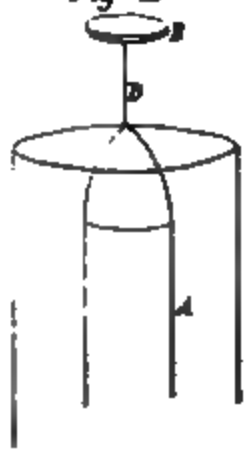

Fig 15



Fig 10a

Fig. 17

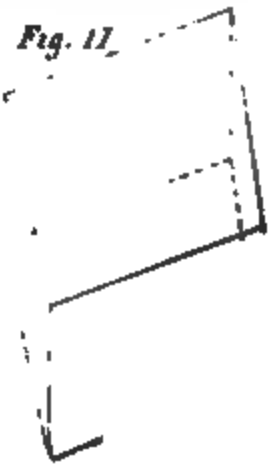

Fig 16



Fig 13

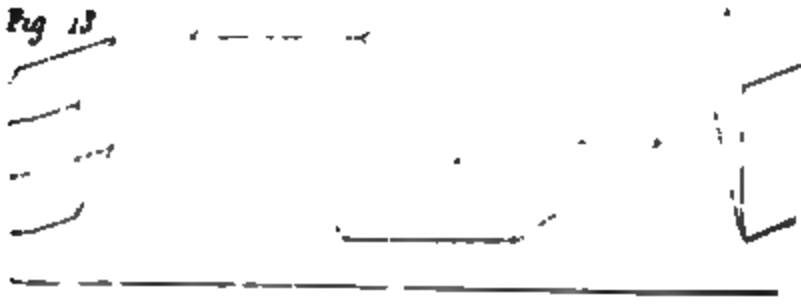

Fig. 32

Fig. 20

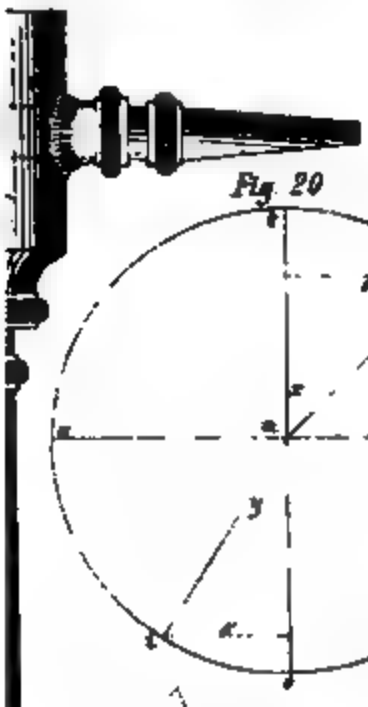

Fig. 25

Fig. 22

Fig. 26

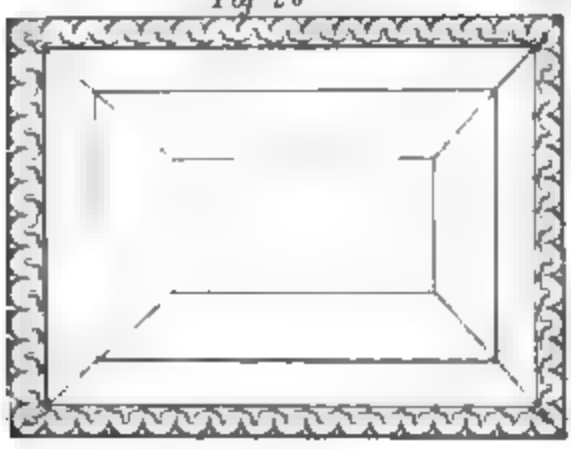

Fig. 27

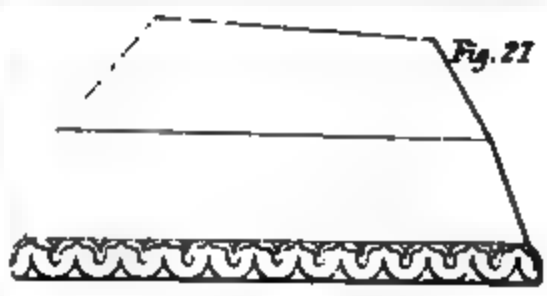

Fig. 28

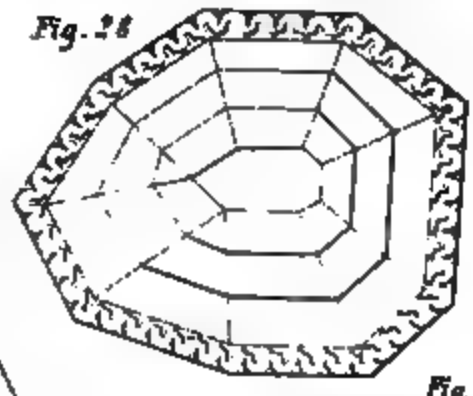

Fig. 24

Fig. 29

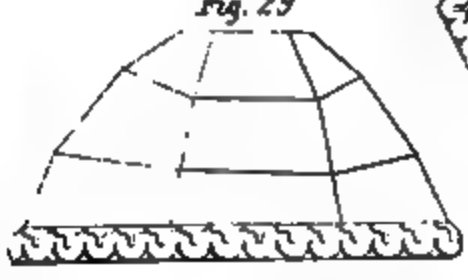

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 21

Pitt oder Regent 136½

[redacted]

Taf. III.

Fig. 34

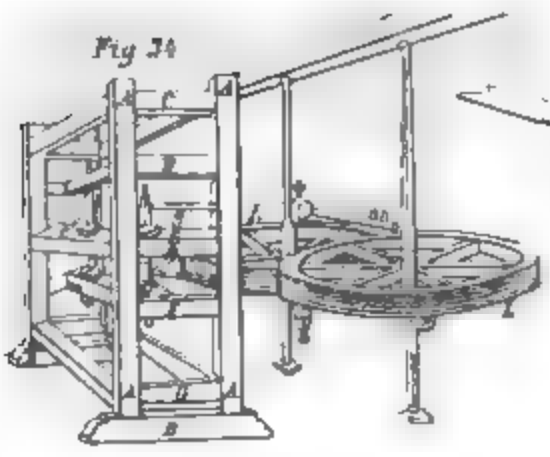

Fig. 33

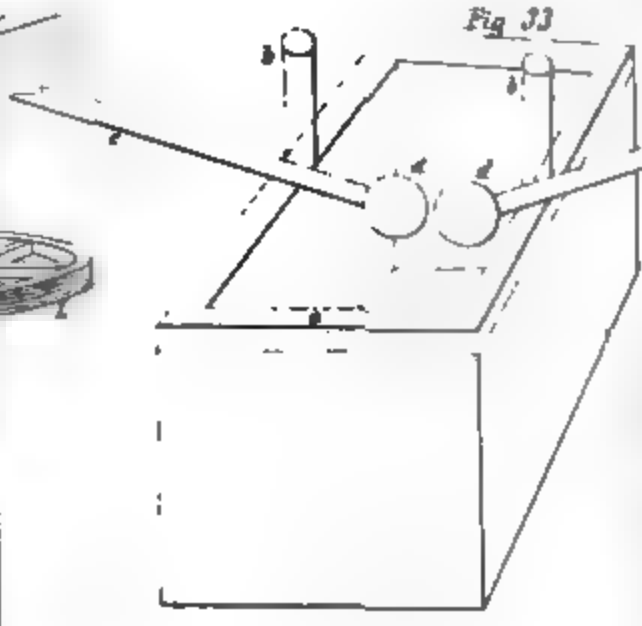

Fig. 35

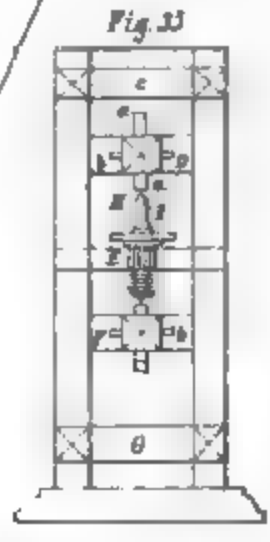

Fig. 36

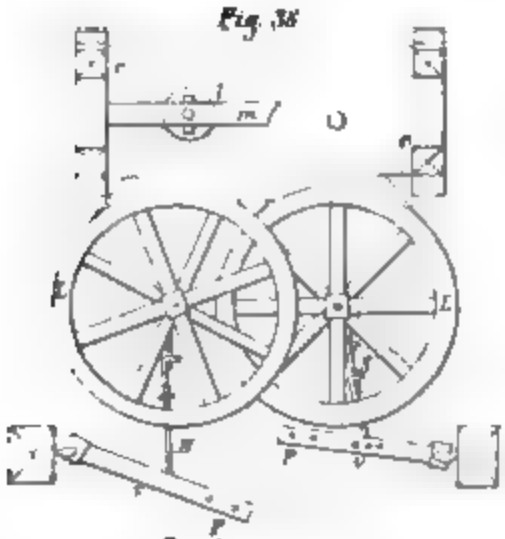

Fig. 39

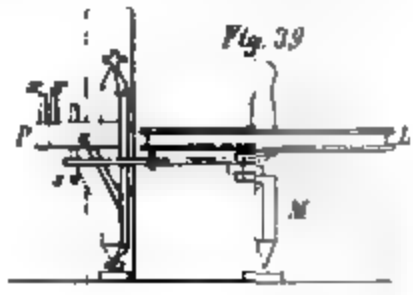

Fig. 36

Fig. 37

Fig. 41

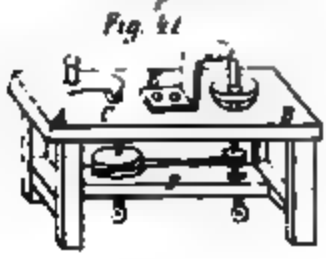

Fig. 44

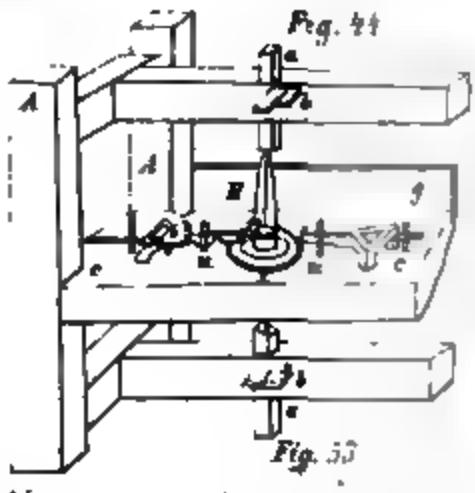

Fig. 43

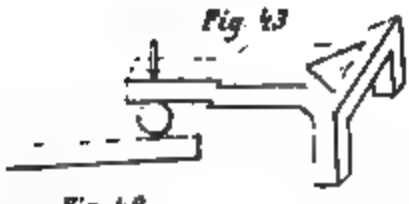

Fig. 42

Fig. 40

Fig. 45

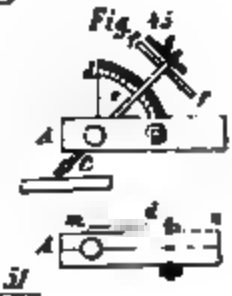

Fig. 49

Fig. 50



Fig. 51

Fig. 52



Fig. 48



Fig. 47

Fig. 55

Fig. 56

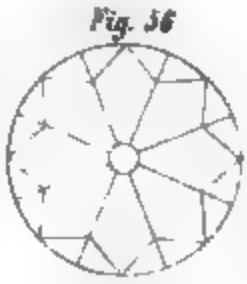

Fig. 57

Fig. 58

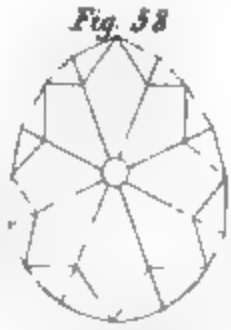

Fig. 62

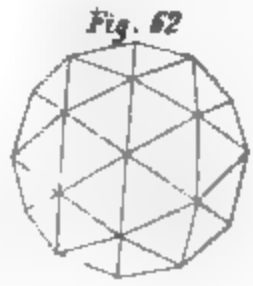

Fig. 59

Fig. 60

Fig. 61

Fig. 72



Fig. 73



Fig. 63

Fig. 64

Fig. 74



Fig. 75

Fig. 65

Fig. 66

Fig. 70



Fig. 76



Fig. 77

Fig. 79

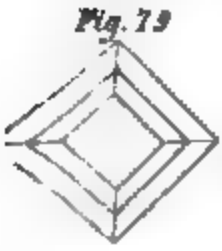

Fig. 67

Fig. 68

Fig. 91

Fig. 92

Fig. 69



Fig. 86

Fig. 84



Fig. 71

Fig. 93



Fig. 94

Fig. 83

Fig. 81



Fig. 85



Fig. 95

Fig. 96



Fig. 80



Fig. 82

Fig. 88

Fig. 89

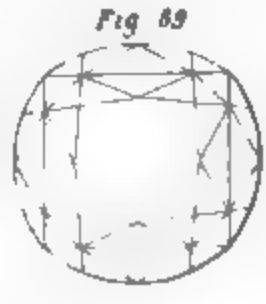

Fig. 90

Fig. 78

Fig. 98

Fig. 87

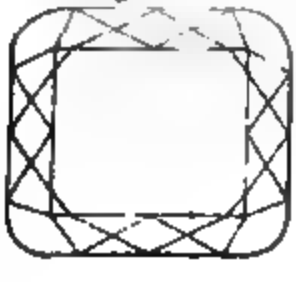

Fig. 97



Fig. 99

F. A. Brockhaus Graph. artist. Anstalt. Leipzig

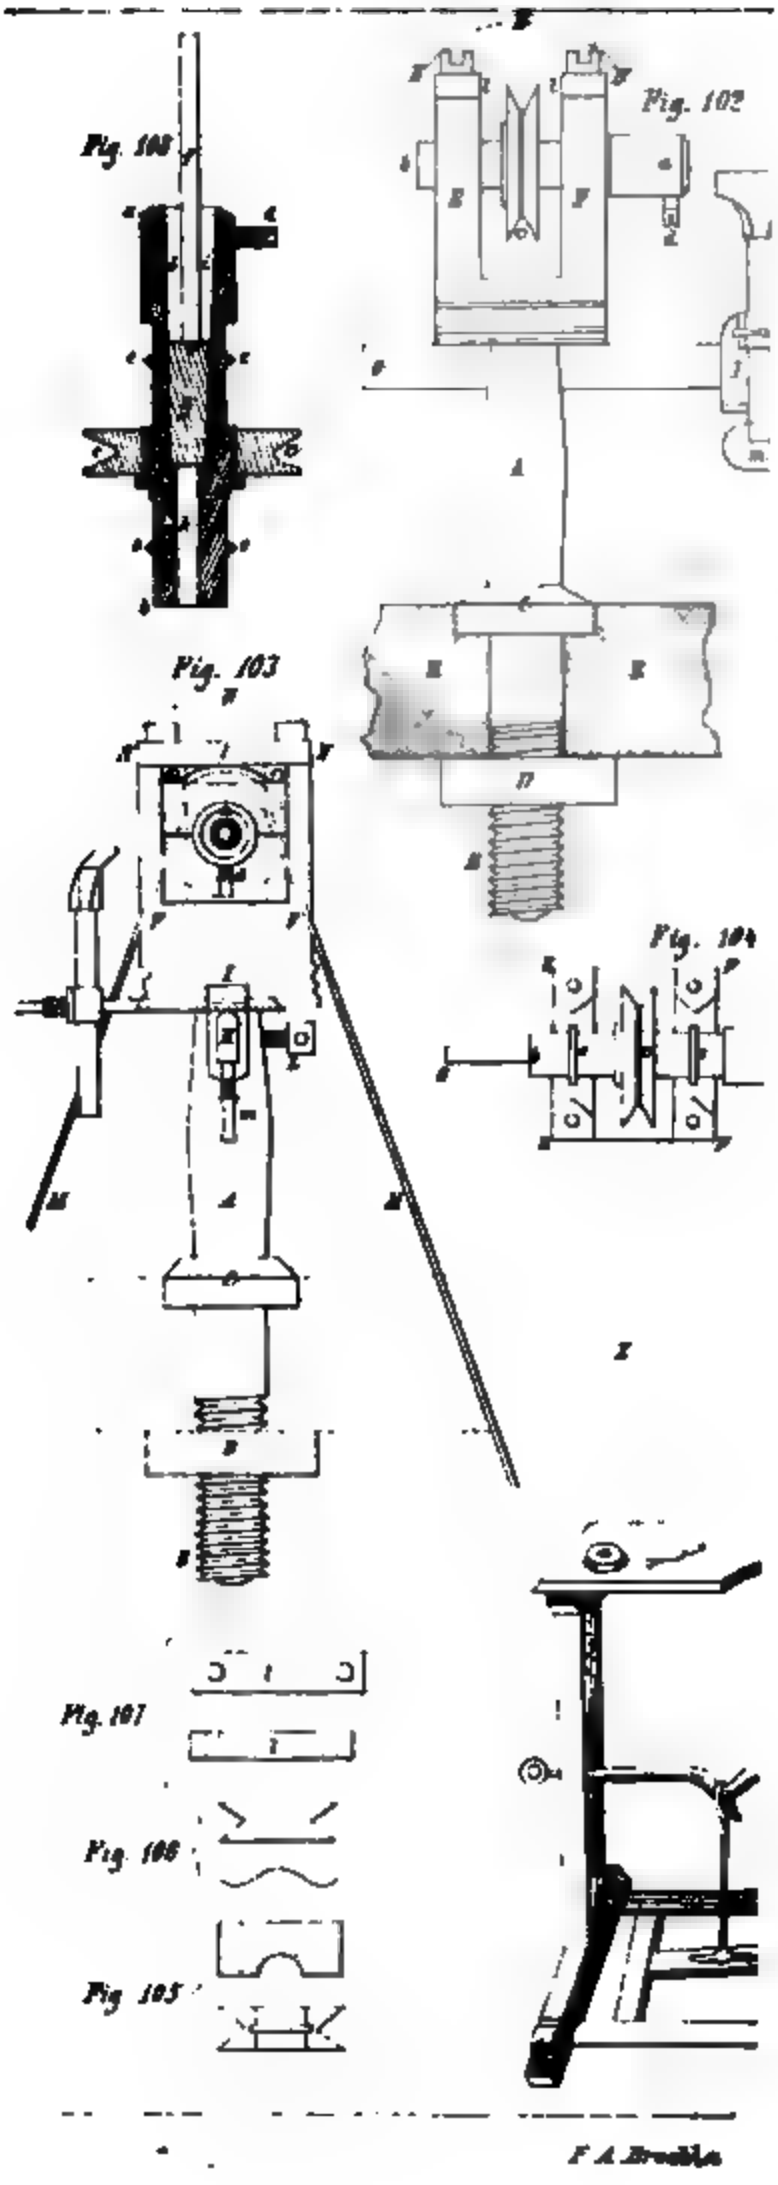
Fig. 101
Fig. 102
Fig. 103
Fig. 104
Fig. 107
Fig. 106
Fig. 105

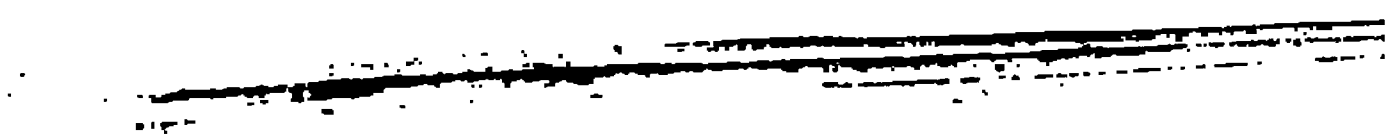

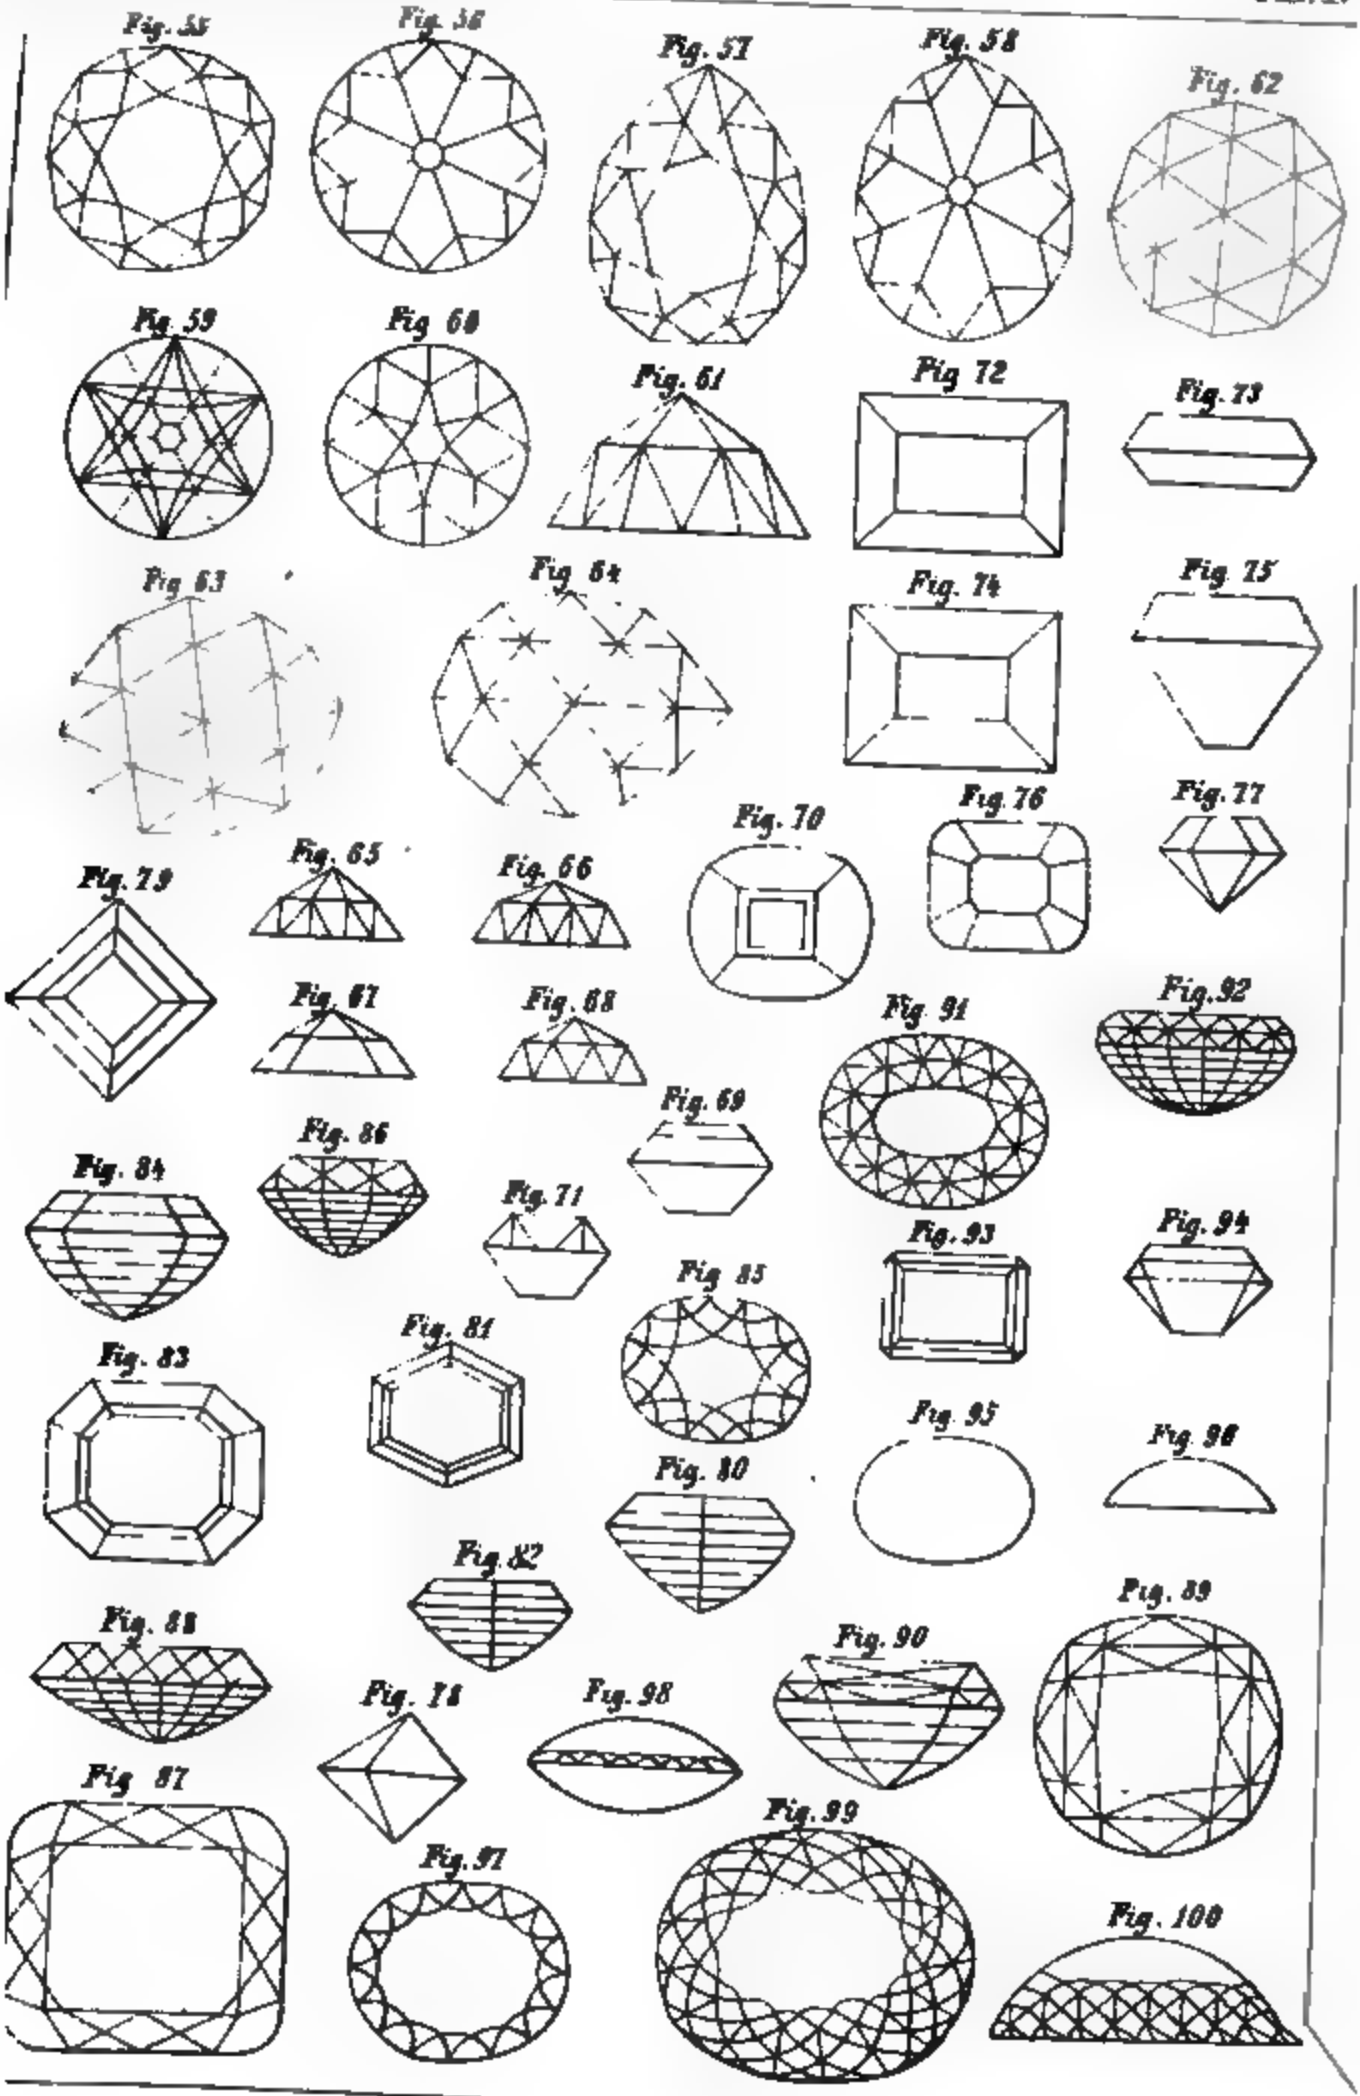

F. A. Brockhaus Graph. Kunst-Anstalt, Leipzig

[redacted]

Fig. 101

Fig. 102

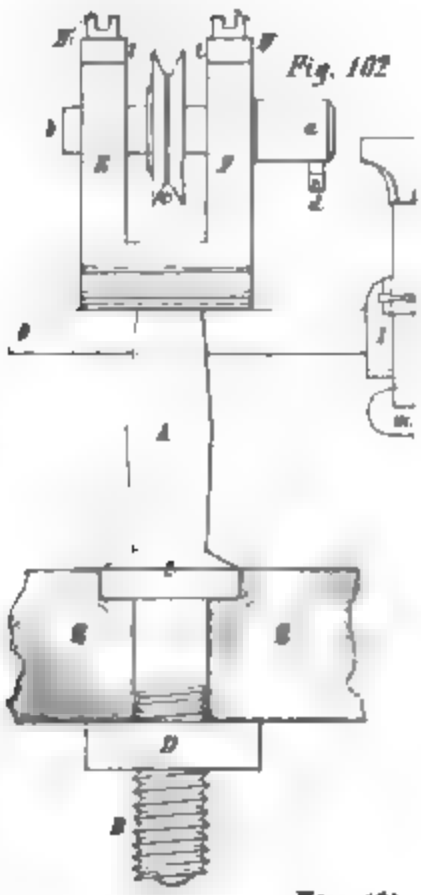

Fig. 103

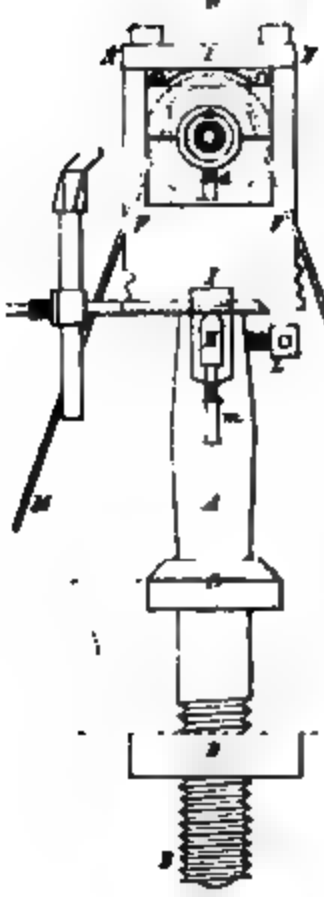

Fig. 104

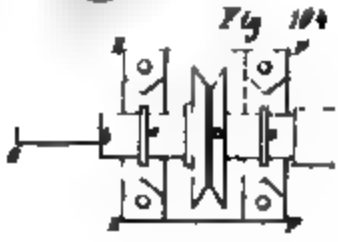

Fig. 107



Fig. 106

Fig. 105

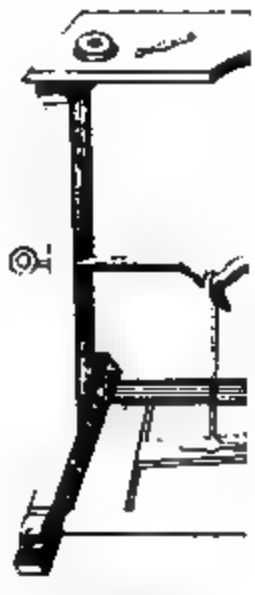

F. A. Brockhaus'

Taf V

Fig 112

Fig 113

Fig 114

Fig 115

Fig 116

Fig 117

Fig 118

Fig 119

Fig 120

Fig 121

Fig 122

Fig 123

(Indien)

Fig 124

Fig 125

Fig 126

Fig 127

Fig 128

Fig 129

Fig 130

Fig 131

(Brasilien)

Fig 132

Fig 133

Fig 134

Fig 135

Fig 136

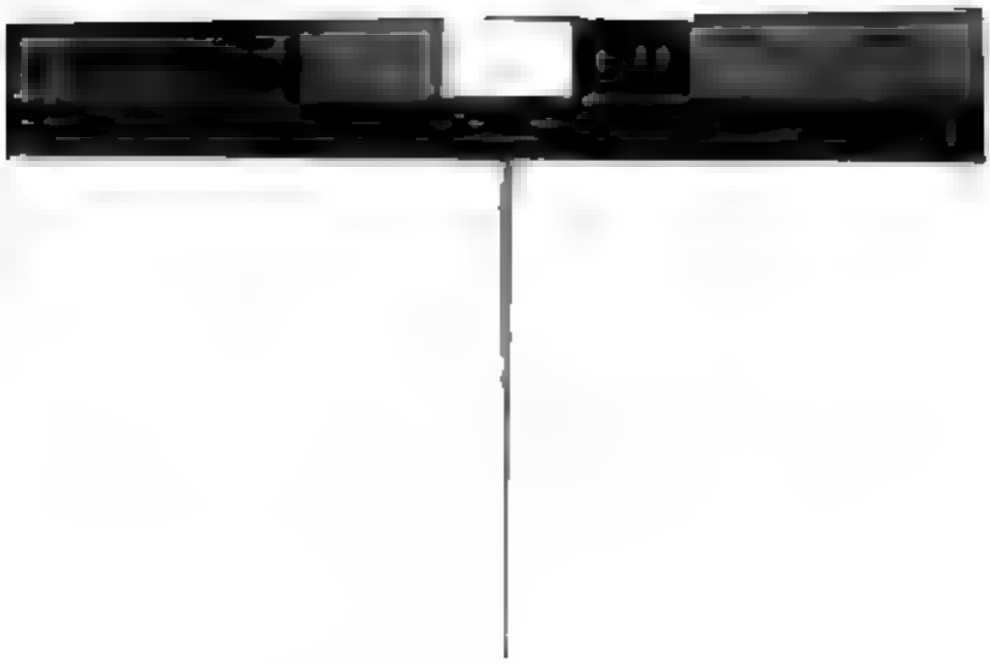

Taf. VII.

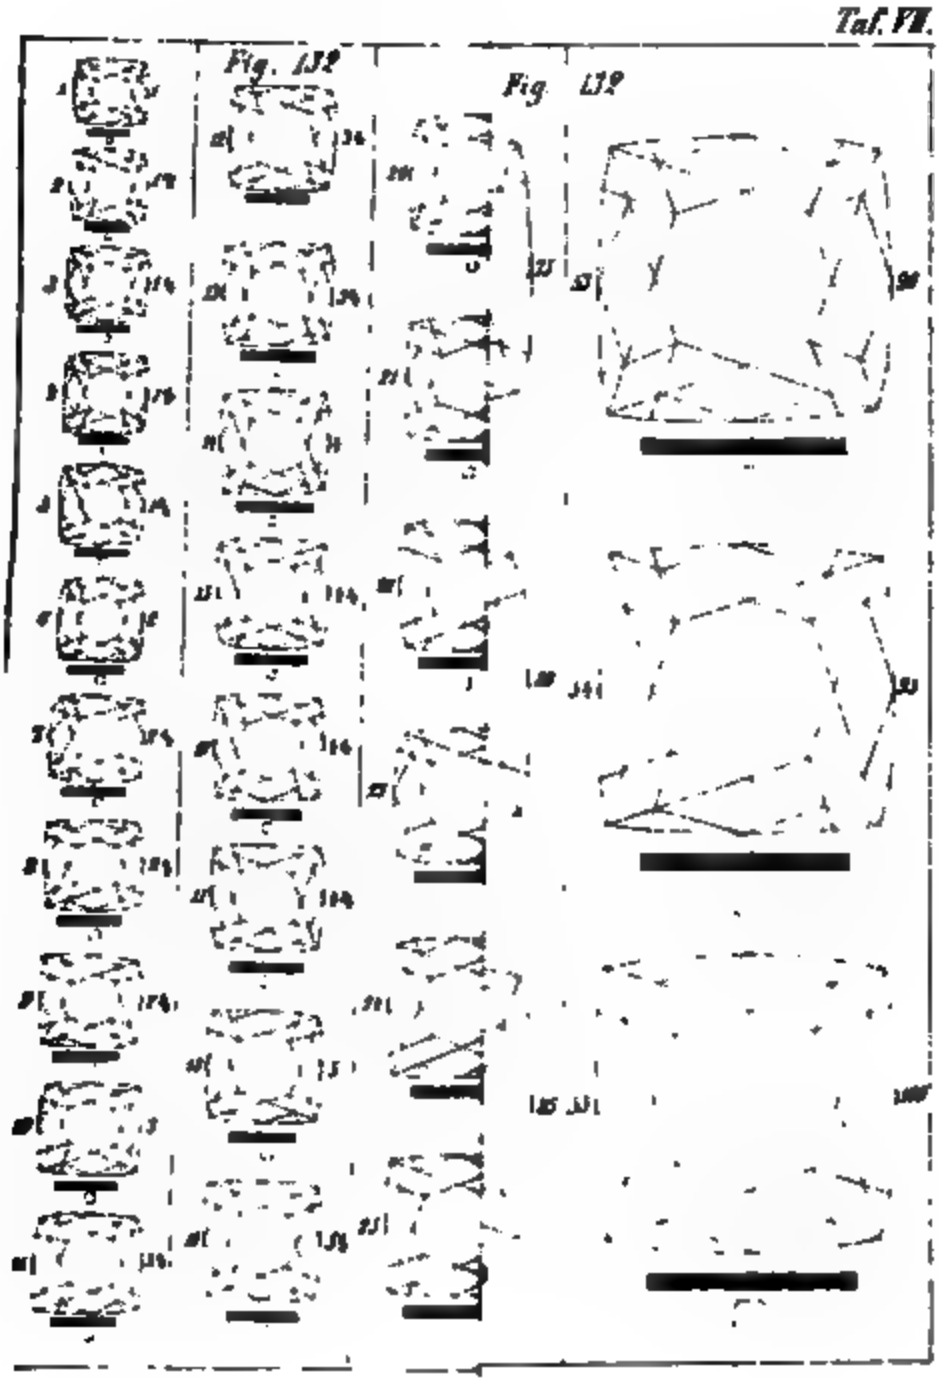

Taf VIII

Fig. 133

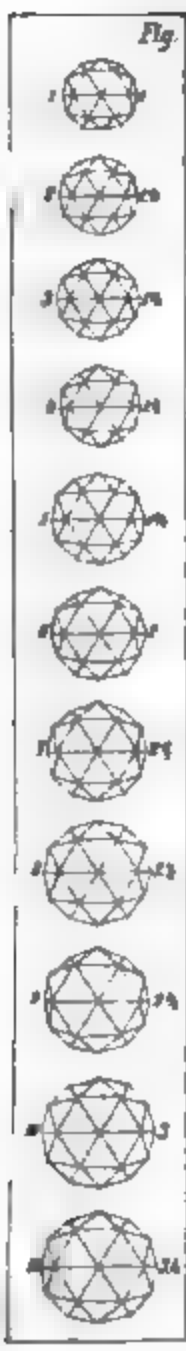

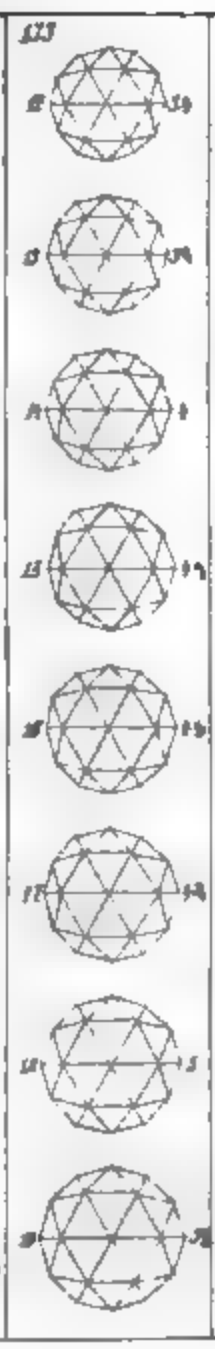

Fig. 133

Fig. 133

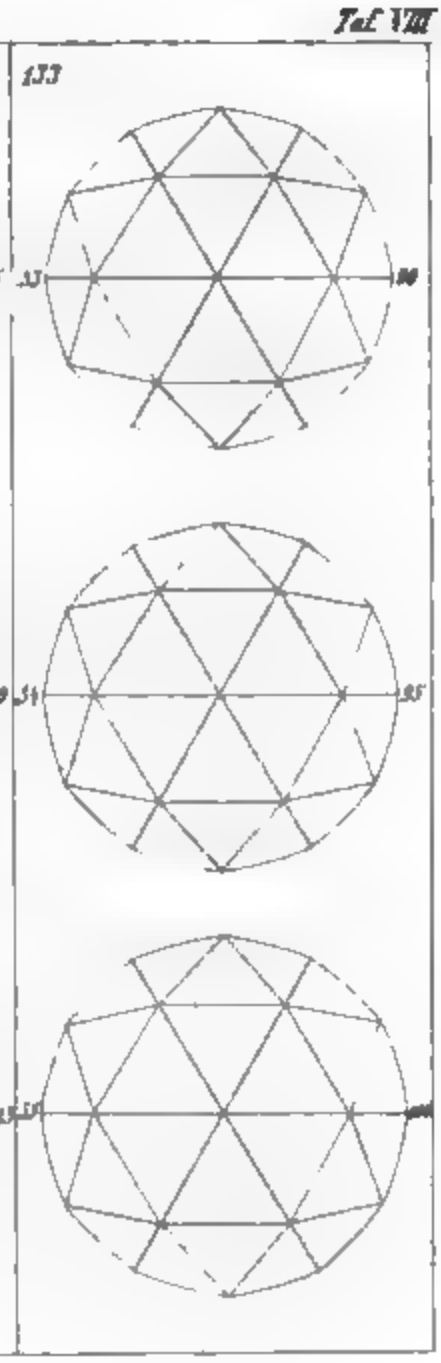

Taf IX

Fig 144

Pascha v Aegypten 40 K

Fig 151

Fig 152

Fig 145

Piggot 32 K

Fig 147a

Fig 147b

Fig XX

Schah 146 K

Diamant der Kaiserin Eugenie, 51 K

Fig 150

Fig 149

Sancy 55 ½ K

Fig 153

Polarstern 40 K

Fig 148

Nassak, 78 ½ K

Fig 154

Grosse Mogul 279 K

Fig 143

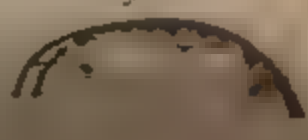

Taf. X

Fig 151 a

Fig 151 b

Fig 151 c

Indischer Diamant von 112 ½ K (Tavernier)

Fig. 150

Tafelstein von 242 ½ K (Tavernier)

Fig 154 a

Fig 154 b

...nsformige indische Rosette v. 31 ½ K

Fig 152

Birnenförmige Rosette, 94 ½ K

Fig 153 a

Fig 153 b

Fig 153 c

...discher Brillant v. 31 ½ K (Tavernier)

Fig 156 a

Fig 156 b

Birnenförmige Rosette, brillantirt 16 ½ K

Fig 155 a

Fig 155 b

...ant versuppt v. Indien 29 ½ K

Fig 157 a

Fig 157 b

...er indischer Diamant von 20 ½ K

Fig 160

Brillolette von 16 ½ K

Fig 158 a

Fig 158 b

Hoher birnenförmiger Schnitt 20 ½ K.

Fig 159 a

Fig 159 b

Halb-Brillant mit vielen Facetten 14 ½ K

Fig. 161a

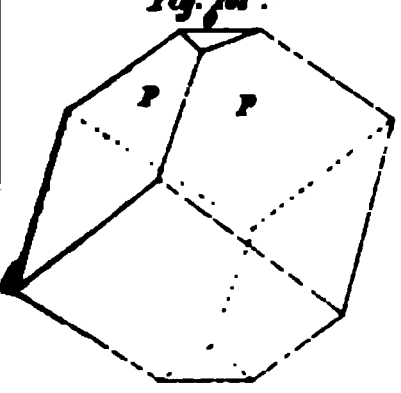

Fig. 161b

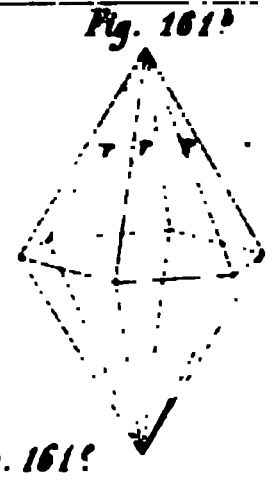

Fig. 161c

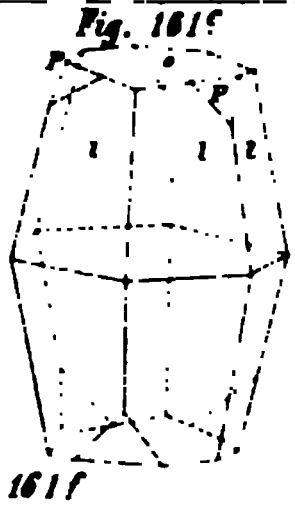

Fig. 163

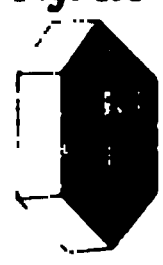

Fig. 165

Fig. 164a

Fig. 164b

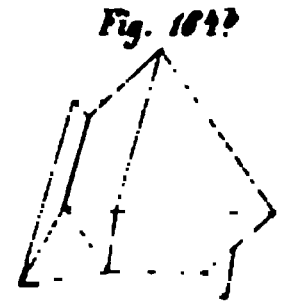

Fig. 161d

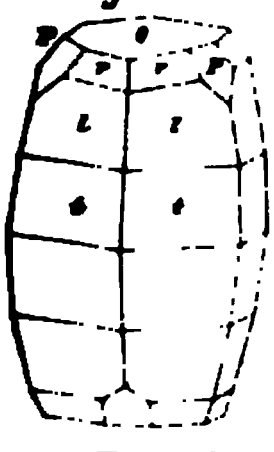

Fig. 161e

Fig. 161f

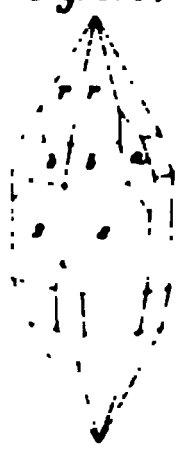

Fig. 166

Fig. 167

Fig. 168

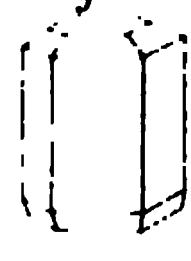

Fig. 162a



Fig. 162b

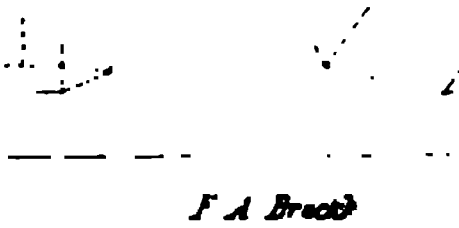

Fig. 173

Fig. 182

Fig. 122

Fig. 171

Fig. 174

Fig. 177

Fig. 178

Fig. 179

Fig. 180

Fig. 181

Fig. 169

Fig. 176

Fig. 175

Fig. 170

Fig 183

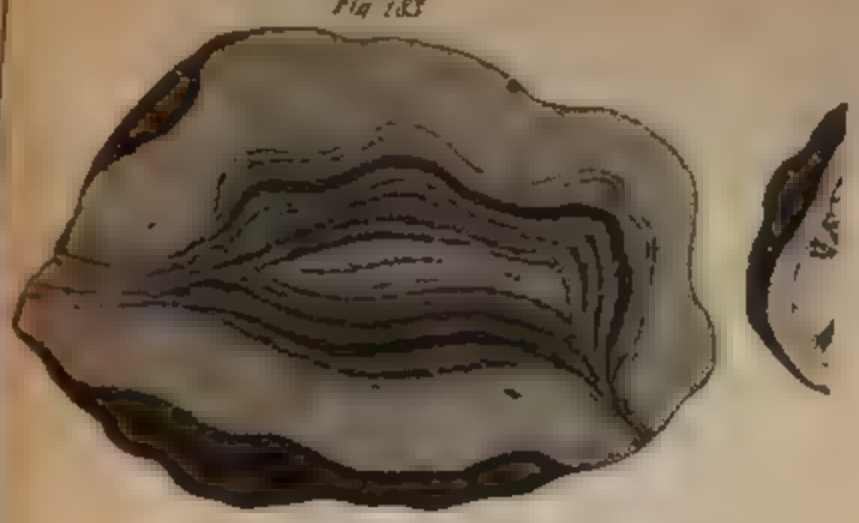

Fig 184

Fig

Durchgeschnittene Achatnuss
und aufgebrochen

Fig. 100

Achatschleiferey mit Arbeitern, welche das Schleifen u. Poliren der Steine verrichten.

Fig 190

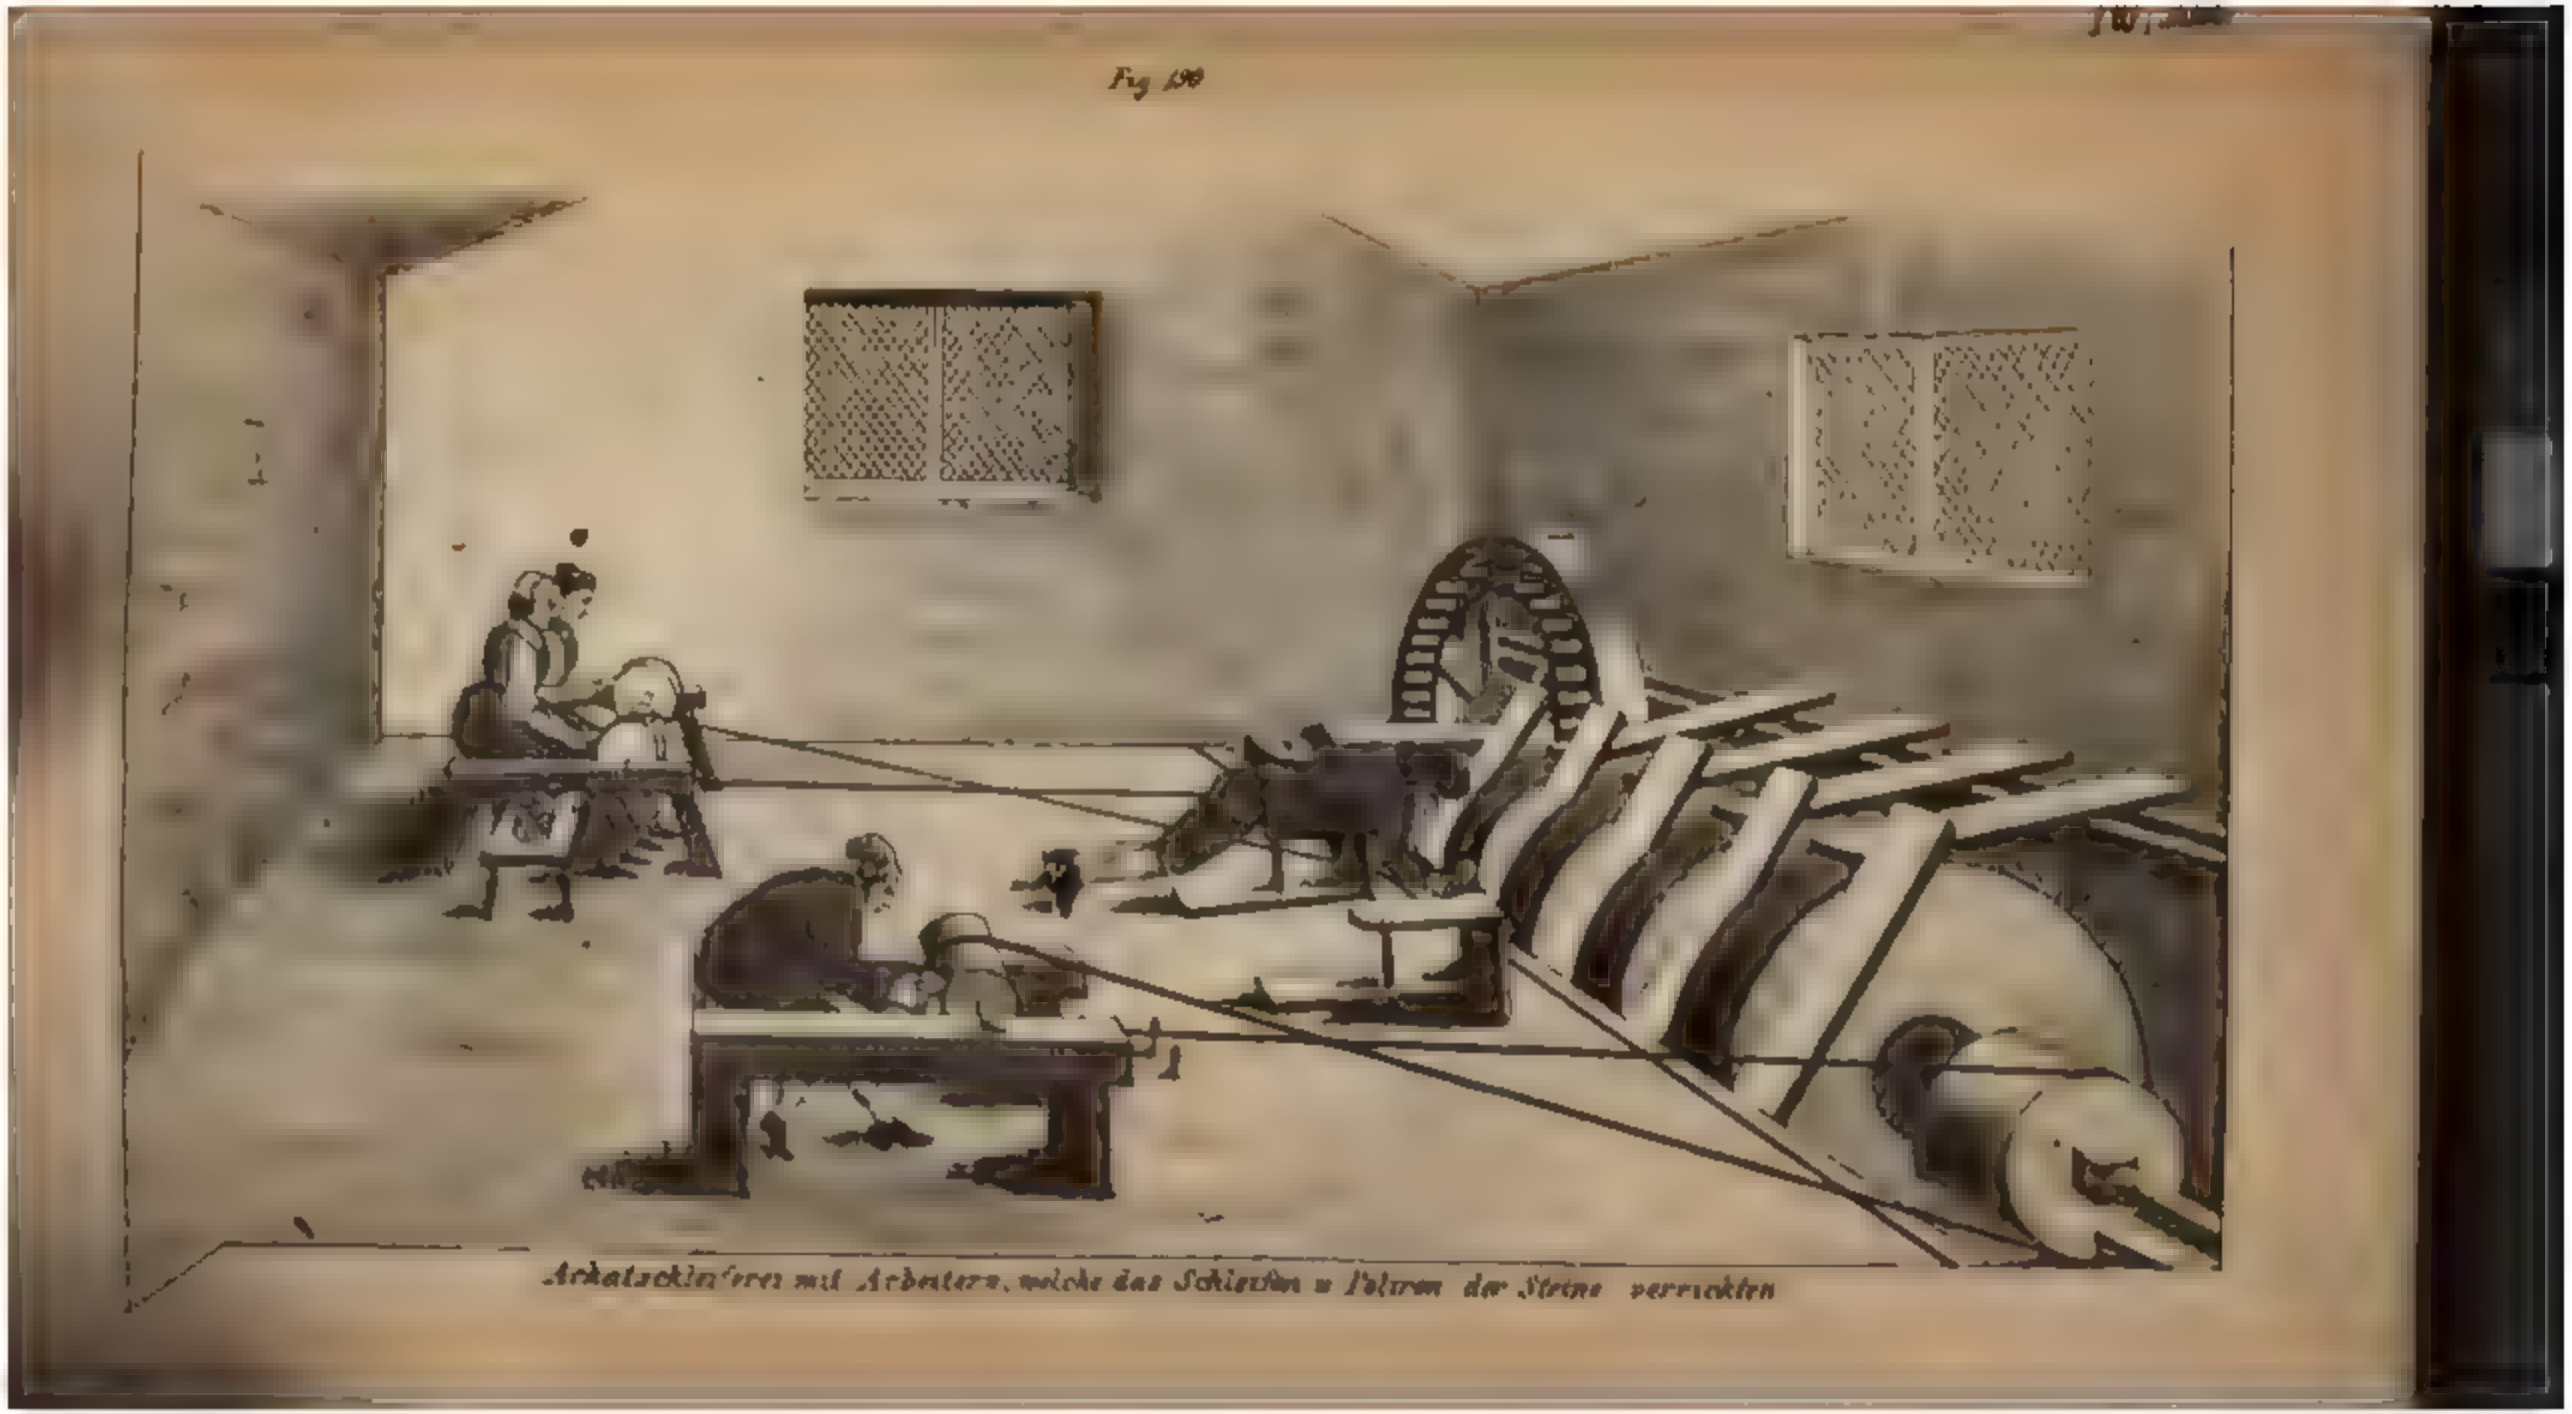

Archaeologische mit Arbeitern, welche das Schleifen u Polieren der Steine verrichten

Fig. 204

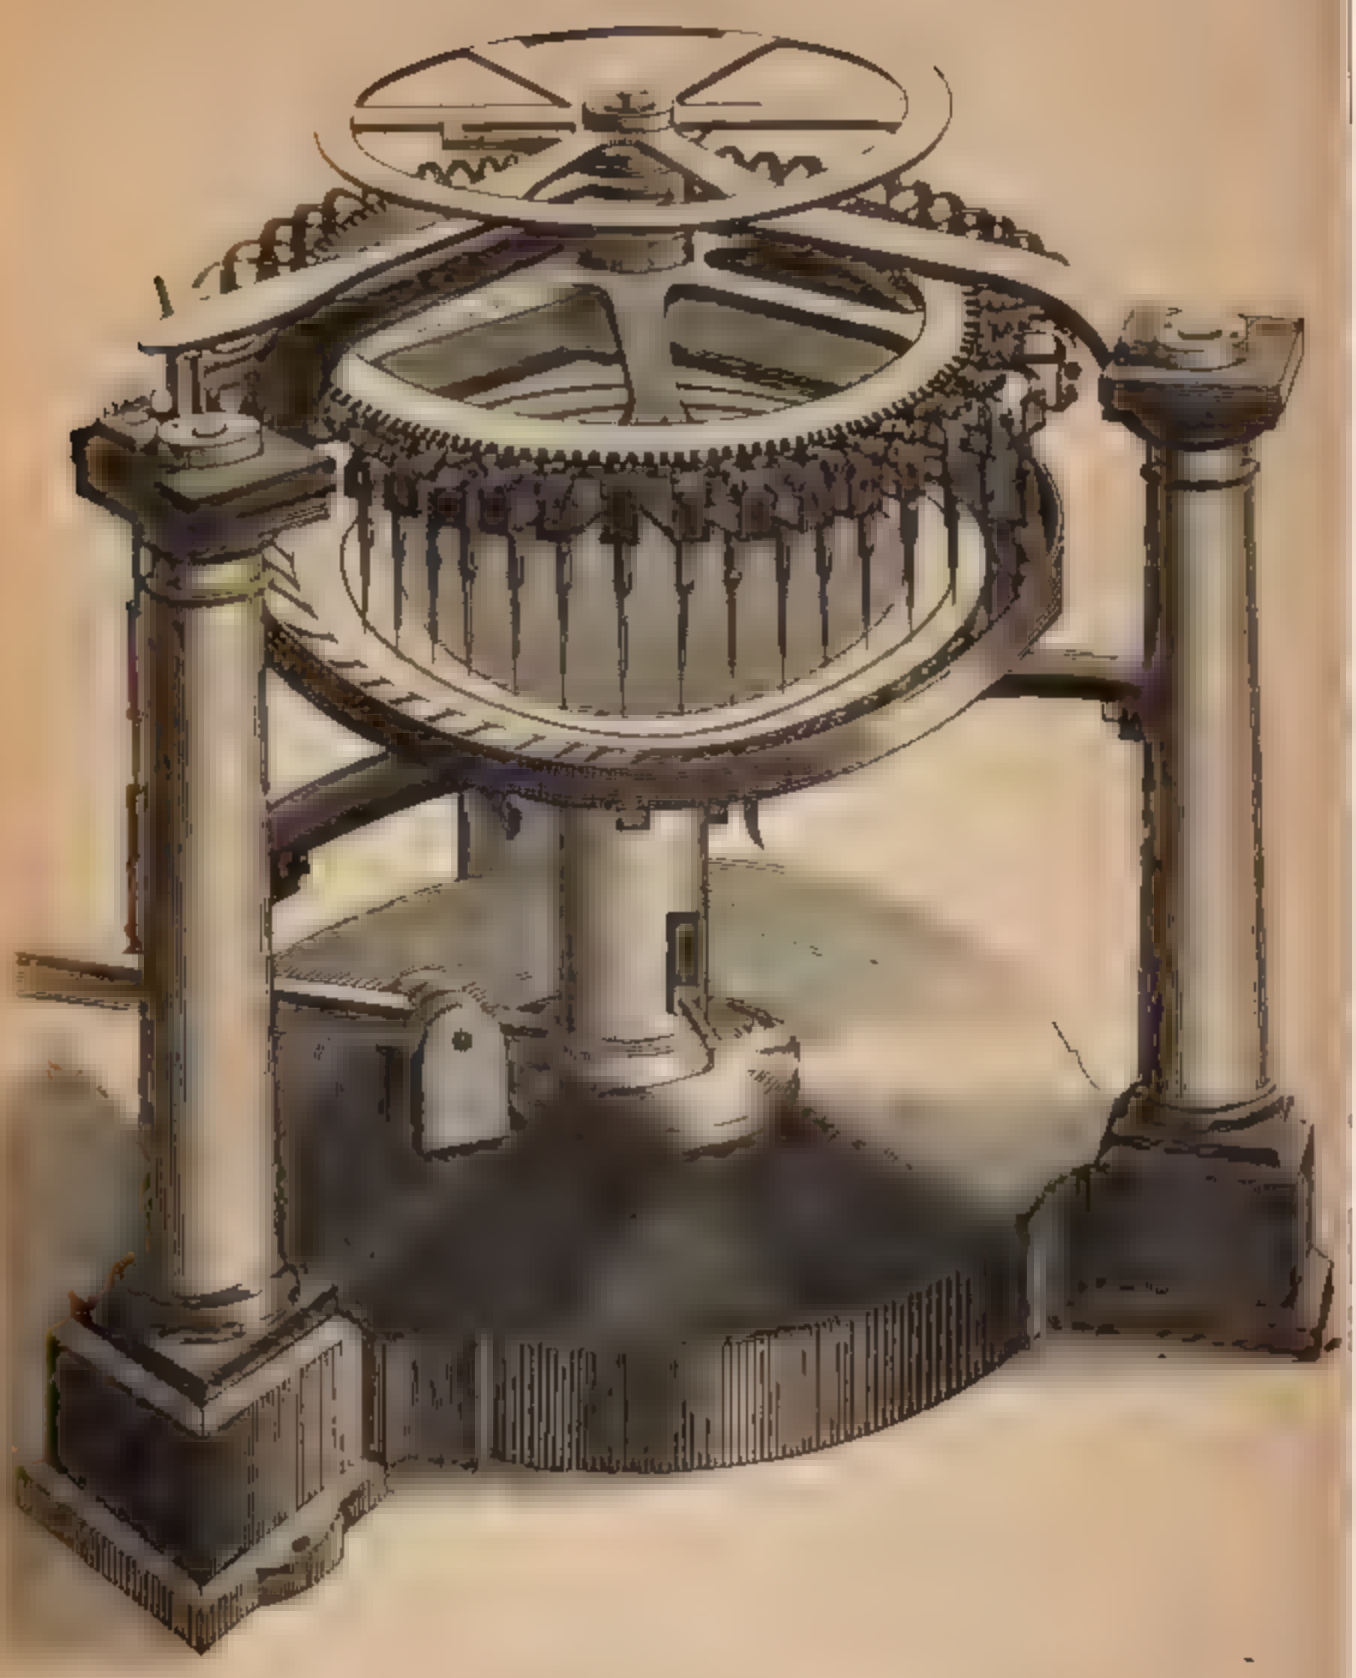

Korallenbohrmaschine von C. Hoffmann in Leipzig

[redacted]

1
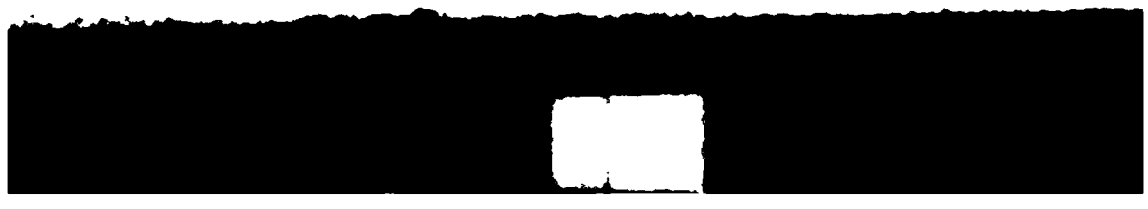
[redacted]